

# بررسی تأثیر زمان نگهداری بر ثبات ابعادی ماده قالب‌گیری هیدروکلوئید برگشت ناپذیر Extended-pour

دکتر رامین مشرف\*، دکتر سعید نصوحیان<sup>۱</sup>، دکتر معصومه صالحی<sup>۲</sup>

## چکیده

**مقدمه:** در برخی موارد به دلیل عدم دسترسی سریع به لابراتوار جهت ریختن قالب، لازم است از مواد قالب‌گیری استفاده شود که بتوانند ثبات ابعادی خود را در طول زمان حفظ کنند. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر زمان نگهداری قالب‌های آلژیناتی بر دقت کست‌های حاصل بود.

**مواد و روش‌ها:** در این بررسی تجربی - آزمایشگاهی با استفاده از یک مدل فلزی (شامل دو دای استوانه‌ای) و تری‌های اختصاصی اکریلی برای هر وقفه زمانی، پنج قالب از سه نوع آلژینات جدید [Hydrogum 5 (Zhermack), Elastic Cromo (Sporofadental), Alginmax (Major)] تهیه شد و قالب‌ها به مدت ۰، ۲۴، ۴۸، ۷۲، ۱۲۰ ساعت در محیط مرطوب، نگهداری و سپس با گچ استون نوع سه ریخته شدند. در هر کست پنج بعد با کولیس دیجیتال با دقت ۰/۰۱ میلی‌متری اندازه‌گیری شد: ED (فاصله بین دو دای)،  $h_1$  (ارتفاع دای کوچک)،  $h_2$  (ارتفاع دای بزرگ)،  $D_1$  (قطر دای کوچک) و  $D_2$  (قطر دای بزرگ). نتایج با آزمون‌های آنالیز واریانس دو طرفه و Tukey ارزیابی شد ( $\alpha = 0/05$ ).

**یافته‌ها:** ثبات ابعادی قالب‌های آلژیناتی هم به مواد و هم به زمان وابسته بود ( $p \text{ value} < 0/05$ )، اما اثر متقابل هر دو با هم معنی‌دار نبود ( $p \text{ value} > 0/05$ ). بعد از ۲۴ ساعت از زمان نگهداری، تنها آلژینات Elastic cromo کاملاً در تمام ابعاد با مدل اصلی اختلاف معنی‌داری نداشت ( $p \text{ value} > 0/05$ ). بعد از ۴۸ و ۷۲ ساعت تنها آلژینات Hydrogum5 کاملاً در تمام ابعاد با مدل اصلی اختلاف معنی‌داری نداشت ( $p \text{ value} > 0/05$ ). بعد از ۱۲۰ ساعت در آلژینات Hydrogum5 تنها در ارتفاع دای بزرگ، اختلاف با مدل اصلی معنی‌دار بود ( $p \text{ value} < 0/05$ ).

**نتیجه‌گیری:** نتایج این بررسی نشان داد که قالب‌های آلژینات Alginmax باید هر چه سریع‌تر ریخته شوند. قالب‌های آلژینات Elastic cromo می‌توانند بعد از ۲۴ ساعت ریخته شوند. بنابراین قالب هر سه نوع ماده قالب‌گیری قبل از ۱۲۰ ساعت تغییرات ابعادی قابل توجهی نداشتند، اما به عنوان استفاده ۵ روزه قابل اعتماد نیستند.

**کلید واژه‌ها:** مواد دندان، دندان‌پزشکی، عوامل مربوط به زمان، آلژینات، مدل‌های دندان، آزمایش‌های مواد.

\* دانشیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترای‌نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (مؤلف مسؤل)

mosharraf@dnt.mui.ir

۱: استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترای‌نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

۲: دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.

این مقاله حاصل پایان‌نامه دکترای عمومی دندان‌پزشکی به شماره ۳۸۸۴۸۶ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.

این مقاله در تاریخ ۹۰/۲/۱۳ به دفتر مجله رسیده. در تاریخ ۹۰/۳/۱۰ اصلاح شده و در تاریخ ۹۰/۴/۲۸ تأیید گردیده است.

مجله دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان  
۱۳۹۰، ۷(۳): ۲۴۶ تا ۲۵۵

## مقدمه

در سال ۱۹۴۳، Dickson و Schoonover [۱] ماده قالب‌گیری آلژینات را به دندان‌پزشکی معرفی کردند. ولی مواد قالب‌گیری پایه آلژینات از سال ۱۹۴۷ در دندان‌پزشکی استفاده شده‌اند [۲]. با آن‌که استفاده اولیه از آلژینات به عنوان مواد قالب‌گیری با دقت بالا در پروتز ثابت بود [۲]؛ ولی امروزه در قالب‌های اولیه برای به دست آوردن یک مدل مقدماتی برای اهداف تشخیصی، طرح درمان و برای ساخت پروتزهای موقت یا تری اختصاصی استفاده می‌شوند.

ثبات ابعادی ماده قالب‌گیری در دقت کست و موفقیت نهایی کار نقش مهمی دارد [۳]. پس از معرفی هیدروکلونید برگشت‌پذیر توسط Sears [۴] و Skinner و Kern [۵] با بررسی ثبات ابعادی آن به این نتیجه رسیدند که قالب‌های هیدروکلونیدی باید هرچه سریع‌تر ریخته شوند و با بررسی‌های بعدی تغییرات ابعادی تا حد ۰/۱ درصد را نسبت به مدل اصلی مجاز دانستند [۶-۸]. از آن زمان تاکنون استانداردهای مختلفی در مورد تغییرات ابعادی مجاز این مواد بیان شده است [۹-۱۳]. ISO ۱۵۶۳ که احتیاج‌ها را در مورد قالب‌گیری آلژینات بررسی می‌کند، بیان کرد که هیچ اطلاعاتی در مورد ارزش تست‌های متدولوژیکال موجود برای ارزیابی ثبات ابعادی مواد آلژینات در دسترس نیست [۱۴]. با این وجود تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده از جمله Hollenback و Smith [۱۰] میانگین تغییر ابعادی برابر ۰/۱۰۴ درصد را مجاز دانسته‌اند. Christensen [۱۳] استاندارد کلینیکی قابل قبول برای ریختگی‌های حاصل از قالب‌های مختلف را برابر ۷۴ میکرومتر برای تغییرات مارژینال و ۳۹ میکرومتر برای تغییرات اکولوزال عنوان کرده است. توصیه محققان بر اساس مطالعات اولیه این بود که برای حفظ دقت ابعادی، قالب هیدروکلونید باید بلافاصله [۱۵] و یا حداکثر ظرف ۱۲ دقیقه [۱۶] ریخته شوند. برخی منابع نگهداری قالب در محیط مرطوب را نزدیک به یک ساعت [۱۷، ۱۸] و حتی تا ۲ ساعت (برای مقاصد تشخیصی) [۱۹] مجاز دانستند. تحقیقات جدید برای مواد قالب‌گیری مختلف نشان می‌دهد، مدت زمان ممکن برای نگهداری قالب‌ها رو به افزایش است [۲۰، ۲۱]. این مدت در مورد مواد هیدروکلونیدی نیز

افزایش یافته به نحوی که می‌توان قالب هیدروکلونیدی را در محیط مرطوب، تا یک ساعت [۲۲]، دو ساعت [۲۳] و حتی تا چهار ساعت [۲۴] بدون تغییرات ابعادی قابل ملاحظه نگهداری کرد.

در یک بررسی به این نتیجه رسیدند که می‌توان از تغییرات ابعادی خطی و وزنی قالب‌های هیدروکلونیدی حتی تا سه ساعت پس از قالب‌گیری (به شرط نگهداری در محیط مرطوب) چشم‌پوشی کرد [۲۵] و نیز میانگین ابعاد کستی که ده دقیقه بعد از قالب‌گیری تهیه شده، با کستی که ۲۴ ساعت بعد تهیه گردیده بود از نظر آماری تفاوتی نداشت [۲۶]. در مطالعه‌ای دو نوع آلژینات به نام آلژینوپلاست ۲۴ ساعت و هیدروگام، ۵ تا ۱۲۰ ساعت بعد از قالب‌گیری بدون تغییرات ابعادی قابل ملاحظه‌ای بودند [۲۷]. در دو نوع آلژینات Extended-pour و آلژینات معمولی، کست‌های تهیه شده بعد از ۵ روز، تفاوت آماری معنی‌داری با مدل استاندارد نداشتند [۲۸]. در بررسی علایی و همی [۲۹] تغییرات ابعادی مواد قالب‌گیری هیدروکلونید ایرانی و خارجی مقایسه گردید، اما تأثیر زمان و نوع محیط نگهداری بر آن‌ها بررسی نشد. در بررسی‌هایی که بر روی آلژینات‌های ایرانی انجام شد، اثر مواد ضد عفونی کننده بر دقت ابعادی این مواد بررسی گردیده است، اما در این بررسی‌ها تأثیر زمان نگهداری مورد بررسی قرار نگرفته است [۳۰، ۳۲]. در بررسی مشرف و مختاری [۳۳] بر روی ثبات ابعادی آلژینات ایرانی و خارجی، نگهداری قالب‌های آلژینات در محیط مرطوب تا سقف ۳ ساعت از نظر کلینیکی قابل قبول بود.

از آن‌جا که در برخی موارد دسترسی سریع دندان‌پزشکان به لابراتوار جهت ریختن قالب امکان‌پذیر نمی‌باشد، لازم است از مواد قالب‌گیری استفاده شود که در مدت زمان نگهداری بیشتر بتوانند ثبات ابعادی خود را حفظ کنند. هدف از این پژوهش، بررسی ثبات ابعادی سه نوع آلژینات Extended-pour بود که در محیط مرطوب نگهداری و در زمان‌های مختلف ریخته می‌شوند.

## مواد و روش‌ها


برای انجام پژوهش تجربی - آزمایشگاهی از یک مدل فولادی

در نزدیکی قاعده یکی از این دای‌ها شیار V شکلی شبیه اندرکات موجود در زیر خط تراش تعبیه شده است. بر روی این صفحه تحتانی، دو میله برای حرکت عمودی قسمت دوم مدل (شامل یک صفحه فولادی و یک تری قالب‌گیری فلزی متصل به آن) قرار دارد. به علت زیاد بودن تعداد نمونه‌ها و نیاز به نگهداری همزمان آن‌ها در فواصل زمانی مختلف، در پژوهش حاضر از تری فولادی و قسمت دوم مدل فلزی استفاده نشد و ۲۵ تری اختصاصی از جنس اکریل (Acropars, Marlic) بر روی این مدل تهیه گردید. ابتدا در اطراف دای‌ها به وسیله ۳ لایه موم قرمز رنگ Polywax, Turkeli Chemicals Industry, Izmir, Turkey) یک فضای ۴-۵ میلی‌متری برای آلزینات ایجاد شد. سپس از این مدل یک قالب پوتی (Speedex, Asia shimi) تهیه شد که با گچ نوع سه (Teb CO, Tehran, Iran) تبدیل به کست (Moldana, Pars Dandan, Tehran, Iran) گردید و روی آن، تری‌های اختصاصی اکریلی خود سخت‌شونده (Acropars, Iran) با سوراخ‌هایی به اندازه ۲ mm و فواصل ۵ mm تعبیه شد، لبه‌های تری اختصاصی به صورت یک تکیه‌گاه (Stop) کاملاً بر روی صفحه تحتانی اطراف دای قرار گرفتند و مسیر نشست و برخاست را به یک مسیر محدود نمودند. به وسیله این تری‌های اختصاصی، ۷۵ قالب هیدروکلوئیدی برگشت‌ناپذیر از ۳ نوع آلزینات Extended-pour (هر کدام ۲۵ عدد) Hydrogum5, Elastic cromo و Alginomax طبق دستور کارخانه سازنده و در فواصل زمانی مختلف تهیه گردید (جدول ۱).

از جنس فولاد CK (نوعی فولاد ضد زنگ و مقاوم به سایش) و تقریباً مشابه با طرح صوری [۳۴] استفاده شد. این وسیله از دو قسمت تشکیل شده است (شکل ۱). قسمت اول شامل یک صفحه فولادی با دو دای به شکل مخروط ناقص با مقطع گرد و شش درجه تقارب می‌باشد.



شکل ۱. مدل فلزی دو قسمتی

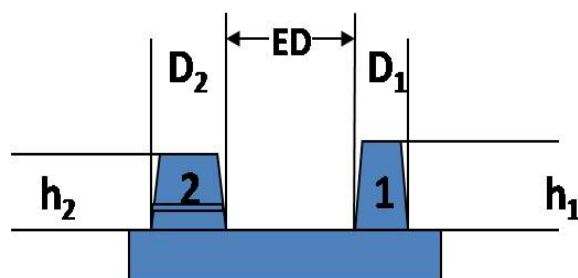

شکل ۲. نحوه اندازه‌گیری روی مدل اصلی و کست‌ها

جدول ۱. مواد مورد استفاده در این بررسی و خصوصیات کاربردی آن‌ها

نام ماده قالب‌گیری	نام کارخانه	شهر - کشور	زمان سفت شدن	زمان کارکرد	زمان اختلاط	میزان آب (میلی‌لیتر)	میزان پودر (گرم)
Hydrogum5	Zhermack	Badia Polesine- Italy	۱:۵۰"	۱:۰۵"	۳۰"	۳۰	۱۴
Alginmax	Major Dental Products SpA	Moncalier- Italy	۲"	۱:۲۰"	۳۵"	۴۰	۱۹
Elastic cromo	Spofadental	Czech - Jičín Republic	۲:۳۰"	۱:۰۵"	۳۰"	۴۰	۱۸

استفاده شد. هر یک از ابعاد ۲ بار در زمان‌های متفاوت اندازه‌گیری گردید و میانگین این دو بار اندازه‌گیری برای بررسی نتایج مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل با کمک نرم‌افزار آماری SPSS (SPSS Inc, Illinois, USA) و آزمون آنالیز واریانس دو طرفه (ANOVA) و آزمون تکمیلی Tukey با در نظر گرفتن سطح معنی‌داری ۰/۰۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

### یافته‌ها

میانگین ابعاد مدل آزمایشگاهی و ابعاد کست‌های گچی حاصل از قالب‌های آلزیناتی Extended-pour (جدول ۲) پس از اندازه‌گیری و استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس دو طرفه و آزمون تکمیلی Tukey مورد مقایسه قرار گرفت. ثبات ابعادی قالب آلزینات هم به مواد و هم به زمان وابسته بود ( $p \text{ value} < 0/05$ )؛ اما اثر متقابل هر دو با هم معنی‌دار نبود ( $p \text{ value} > 0/05$ ).

پس از اطمینان از سفت شدن آلزینات، تری از دای جدا گردید و پس از نگهداری در محیط مرطوب (یک دستمال کاغذی مرطوب در یک کیسه پلاستیکی در بسته) و در دمای اتاق پس از مدت ۰، ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۱۲۰ ساعت (بسته به گروه مورد بررسی) با گچ استون نوع سه (Pars Dandan, Tehran, Iran) ریخته شد. گچ استون با نسبت اختلاط توصیه شده مخلوط و در هر قالب به دقت ریخته شد و پس از طی ۴۵ دقیقه از تری جدا گردید. به این ترتیب ۲۵ قالب از هر کدام از آلزینات‌ها (برای هر وقفه زمانی ۵ قالب) و در مجموع ۷۵ قالب تهیه شد. در هر کست پنج بعد توسط کولیس دیجیتال با دقت ۰/۰۱ میلی‌متر (Electronic digital caliper, Minota, Japan) اندازه‌گیری شد: ED (فاصله بین دو دای)،  $h_1$  (ارتفاع دای کوچک)،  $h_2$  (ارتفاع دای بزرگ)،  $D_1$  (قطر دای کوچک) و  $D_2$  (قطر دای بزرگ) (شکل ۲). برای اندازه‌گیری فاصله بین دو دای و قطر آن‌ها از دو سر اصلی و برای اندازه‌گیری ارتفاع دای‌ها از میله انتهایی کولیس

جدول ۲. میانگین و انحراف معیار اندازه‌گیری ابعاد کست‌های حاصل از سه نوع آلزینات مورد بررسی (بر حسب میلی‌متر) در زمان‌های ذکر شده (بر حسب ساعت)

گروه	زمان	ED	$h_1$	$h_2$	$D_1$	$D_2$
مدل اصلی		۳۱/۴۷	۹/۹۰	۹/۷۵	۷/۵۸	۹/۸۷
Alginmax	۰	۳۱/۷۱ ± ۱/۰۷	۹/۹۲ ± ۱/۱۱	۹/۶۲ ± ۱/۰۷	۷/۶۵ ± ۱/۰۵	۱۰/۰۱ ± ۱/۰۶
	۲۴	۳۱/۸۷ ± ۱/۰۷	۹/۷۴ ± ۱/۱۱	۹/۵۰ ± ۱/۰۷	۷/۸۲ ± ۱/۰۸	۱۰/۲۰ ± ۱/۱۵
	۴۸	۳۱/۹۴ ± ۱/۰۶	۹/۶۸ ± ۱/۰۸	۹/۵۲ ± ۱/۱۰	۷/۸۱ ± ۱/۰۷	۱۰/۱۲ ± ۱/۰۵
	۷۲	۳۱/۸۸ ± ۱/۰۶	۹/۶۹ ± ۱/۱۳	۹/۴۴ ± ۱/۱۹	۷/۷۵ ± ۱/۰۳	۱۰/۱۲ ± ۱/۰۳
	۱۲۰	۳۱/۸۴ ± ۱/۰۸	۹/۶۵ ± ۱/۱۳	۹/۳۷ ± ۱/۲۳	۷/۷۷ ± ۱/۰۴	۱۰/۱۳ ± ۱/۰۶
Hydrogum5	۰	۳۱/۵۹ ± ۱/۱۳	۹/۸۸ ± ۱/۰۶	۹/۶۹ ± ۱/۱۱	۷/۷۱ ± ۱/۰۶	۱۰/۰۲ ± ۱/۱۳
	۲۴	۳۱/۸۳ ± ۱/۰۹	۹/۷۹ ± ۱/۲۱	۹/۴۹ ± ۱/۲۳	۷/۷۴ ± ۱/۰۵	۱۰/۱۰ ± ۱/۰۸
	۴۸	۳۱/۷۷ ± ۱/۱۲	۹/۷۸ ± ۱/۱۱	۹/۵۳ ± ۱/۱۸	۷/۷۱ ± ۱/۰۷	۱۰/۰۹ ± ۱/۰۸
	۷۲	۳۱/۷۹ ± ۱/۰۹	۹/۷۶ ± ۱/۰۸	۹/۵۱ ± ۱/۱۷	۷/۷۳ ± ۱/۰۴	۱۰/۱۲ ± ۱/۱۴
	۱۲۰	۳۱/۷۳ ± ۱/۱۰	۹/۶۸ ± ۱/۱۲	۹/۲۸ ± ۱/۲۰	۷/۷۴ ± ۱/۰۵	۱۰/۰۵ ± ۱/۰۴
Elastic cromo	۰	۳۱/۷۷ ± ۱/۰۸	۹/۹۷ ± ۱/۱۷	۹/۷۰ ± ۱/۰۹	۷/۶۳ ± ۱/۰۷	۱۰/۰۵ ± ۱/۰۶
	۲۴	۳۱/۸۳ ± ۱/۰۸	۹/۷۶ ± ۱/۱۸	۹/۵۶ ± ۱/۰۸	۷/۶۹ ± ۱/۰۸	۱۰/۱۷ ± ۱/۰۶
	۴۸	۳۱/۸۲ ± ۱/۱۳	۹/۳۶ ± ۱/۰۶	۹/۳۶ ± ۱/۱۵	۷/۷۴ ± ۱/۰۹	۱۰/۱۲ ± ۱/۱۵
	۷۲	۳۱/۸۱ ± ۱/۱۰	۹/۸۴ ± ۱/۱۳	۹/۵۲ ± ۱/۱۴	۷/۶۵ ± ۱/۱۰	۱۰/۱۵ ± ۱/۰۷
	۱۲۰	۳۱/۸۰ ± ۱/۰۵	۹/۷۹ ± ۱/۰۵	۹/۴۲ ± ۱/۱۳	۷/۷۰ ± ۱/۰۶	۱۰/۰۷ ± ۱/۰۷

ED: فاصله دو دای  $h_1$ : ارتفاع دای کوچک  $h_2$ : ارتفاع دای بزرگ  $D_1$ : قطر دای کوچک  $D_2$ : قطر دای بزرگ.

آلژینات Alginomax در اکثر ابعاد با مدل اصلی تفاوت معنی‌داری داشت ( $p \text{ value} < 0/05$ ).

در مقایسه بین گروه‌ها به تفکیک زمان نگهداری، در هر زمان تفاوت معنی‌داری بین گروه‌ها مشاهده نشد. به جز در زمان نگهداری ۴۸ ساعت که بین آلژینات Hydrogum5 و Elastic croMo در بعد  $h_1$  (ارتفاع دای کوچک) تفاوت معنی‌دار بود ( $p \text{ value} = 0/08$ ).

بیشترین درصد تغییرات ابعادی ۲/۸ درصد در ماده Elastic croMo در بعد  $h_2$  (ارتفاع دای بزرگ) در زمان ۱۲۰ ساعت بود، بیشترین درصد تغییرات ۲/۷ درصد در ماده Alginomax در بعد  $h_1$  (ارتفاع دای کوچک) در زمان ۱۲۰ ساعت بود و بیشترین درصد تغییرات ابعادی (۴/۲ درصد) در ماده Hydrogum5 در بعد  $h_2$  (ارتفاع دای بزرگ) در زمان ۱۲۰ ساعت بود.

وقتی این قالب‌ها سریع ریخته شوند، هر سه آلژینات مورد آزمایش می‌توانند ابعاد مدل اصلی را بدون تفاوت معنی‌داری بازسازی کنند ( $p \text{ value} > 0/05$ ). بعد از گذشت ۲۴ ساعت تنها آلژینات Elastic croMo در تمام ابعاد با مدل اصلی اختلاف معنی‌داری نداشت ( $p \text{ value} > 0/05$ ). بعد از گذشت ۴۸ و ۷۲ ساعت، تنها آلژینات Hydrogum5 در تمام ابعاد با مدل اصلی اختلاف معنی‌داری نداشت ( $p \text{ value} > 0/05$ ).

بعد از گذشت ۱۲۰ ساعت آلژینات Hydrogum5 تنها در بعد  $h_2$  (ارتفاع دای بزرگ) اختلاف معنی‌داری با مدل اصلی داشت ( $p \text{ value} = 0/01$ ) و بعد از گذشت ۱۲۰ ساعت آلژینات Elastic croMo نیز تنها در بعد  $h_2$  (ارتفاع دای بزرگ) با مدل اصلی تفاوت معنی‌داری داشت ( $p \text{ value} = 0/01$ ). بعد از گذشت زمان‌های نگهداری ۲۴، ۴۸، ۷۲ و ۱۲۰

جدول ۳. نتایج حاصل از مقایسه ابعاد کست‌ها در زمان‌های نگهداری مختلف

مواد قالب‌گیری	زمان نگهداری (ساعت)	ED	$h_1$	$h_2$	$D_1$	$D_2$
Alginomax	۰	-	-	-	-	-
	۲۴	*	-	-	*	*
	۴۸	p value = 0/001	p value = 0/016	-	p value = 0/002	p value = 0/01
	۷۲	*	*	-	*	-
	۱۲۰	-	p value = 0/007	-	p value = 0/03	-
Hydrogum5	۰	-	-	-	-	-
	۲۴	*	-	-	-	-
	۴۸	p value = 0/02	-	-	-	-
	۷۲	-	-	-	-	-
	۱۲۰	-	-	p value = 0/01	-	-
Elastic croMo	۰	-	-	-	-	-
	۲۴	-	-	-	-	-
	۴۸	-	p value = 0/001	p value = 0/03	-	-
	۷۲	-	-	*	-	-
	۱۲۰	-	-	p value = 0/01	-	-

ED: فاصله دو دای  $h_1$ : ارتفاع دای کوچک  $h_2$ : ارتفاع دای بزرگ  $D_1$ : قطر دای کوچک  $D_2$ : قطر دای بزرگ.  
\*: اندازه‌گیری‌هایی که از نظر آماری معنی‌داری هستند ( $p \text{ value} < 0/05$ ). -: اندازه‌گیری‌هایی که از نظر آماری معنی‌داری نیستند ( $p \text{ value} > 0/05$ ).

جدول ۴. نتایج حاصل از درصد تغییرات ابعادی

درصد تغییرات ابعادی	ابعاد	نوع آلزینات
۰/۷۲	ED	Alginmax
۱/۳	ED	
۲/۷	h <sub>1</sub>	
۲/۵	h <sub>2</sub>	
۱/۵۶	D <sub>1</sub>	
۱/۸	D <sub>2</sub>	
۱/۸	ED	Hydrogum
۰/۴۴	ED	
۱/۱	h <sub>1</sub>	
۱/۱	h <sub>2</sub>	
۱/۸	D <sub>1</sub>	
۴/۲	D <sub>2</sub>	
۱/۹	ED	Elastic cromo
۰/۹	ED	
۲/۱	h <sub>1</sub>	
۱/۹	h <sub>2</sub>	
۲/۸	D <sub>1</sub>	
۱/۴	D <sub>2</sub>	

ED: فاصله دو دای h<sub>1</sub>: ارتفاع دای کوچک h<sub>2</sub>: ارتفاع دای بزرگ D<sub>1</sub>: قطر دای کوچک D<sub>2</sub>: قطر دای بزرگ.  
\* (p value > ۰/۰۵).

ترکیب پودر به آب نیز ممکن است تا حدودی بر روی ثبات ابعادی این قالب‌ها تأثیر داشته باشد [۲۷]. دلیل دیگر برای تغییرات ابعادی، تبخیر آب از سطح قالب‌های آلزیناتی (سینرزیس) است که ممکن است در طی فاصله زمانی بین قالب‌گیری و تهیه کست گچی اتفاق بیفتد و منجر به انقباض مواد هیدروکلوتید شود [۳۵]. در این بررسی، آنالیز اندازه‌گیری‌هایی که برای هر ماده آلزینات انجام شد هم نشان داد که ثبات ابعادی آلزینات‌های مورد بررسی با گذشت زمان نگهداری در برخی ابعاد تغییر می‌کند.

در بیشتر پژوهش‌ها برای بررسی ثبات ابعادی مواد، قالب‌ها از یک مدل ثابت با ابعاد مشخص تهیه می‌گردد [۳۶]. Eriksson و همکاران [۲۳] از یک صفحه نیم دایره محتوی شش دای تقریباً مشابه دهان بیمار و با تری آلومینیومی قالب‌گیری می‌نمودند. در

در هر سه ماده کمترین درصد تغییرات مربوطه به بعد ED (فاصله بین دو دای) بود و در هر سه ماده بیشترین درصد تغییرات مربوطه به بعد h<sub>1</sub> و h<sub>2</sub> (ارتفاع دای‌ها) بود.

### بحث

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ثبات ابعادی قالب‌های آلزیناتی، به طور مستقیم به نوع ماده آلزینات استفاده شده بستگی دارد. نتایج متفاوت برای آلزینات‌های آزمایش شده در بررسی حاضر می‌تواند مربوط به تفاوت در ترکیب شیمیایی این آلزینات‌ها باشد. با این وجود، ادعا می‌شود که ثبات ابعادی مناسب مواد قالب‌گیری هیدروکلوتیدی Extended-pour، به دلیل اضافه کردن ترکیبات گلیکول به آن‌ها باشد که ثبات ابعادی آن‌ها را با گذشت زمان افزایش می‌دهد [۱۷]. نسبت



در کستینگ  $\mu$  ۷۴ دیسکریپانسی مارژینال و  $\mu$  ۳۹ دیسکریپانسی اکلوزال مجاز شمرده شده است [۱۳]. در پژوهش حاضر بیشترین تغییرات ابعادی موجود بین آلزینات‌های مورد بررسی با مدل اصلی ۴/۲ درصد (آلزینات هیدروگام در بعد  $h_2$  در زمان نگهداری ۱۲۰ ساعت) بود که به طور مشخص این اختلاف در هر سه نوع آلزینات در مورد ارتفاع نمونه‌ها به چشم می‌خورد. این میزان اختلاف با توجه به استانداردهای فوق از نظر کلینیکی قابل قبول نمی‌باشد.

در دهه اخیر مطالعه در زمینه ثبات ابعادی مواد قالب‌گیری در زمان‌های نگهداری مختلف انجام شده است. در تحقیق Marcinak و همکاران [۳۷] روی مواد پلی‌سولفاید، پلی‌اتر و سیلیکون، افزایش زمان نگهداری باعث تغییرات ابعادی در قالب شد و این تغییر برای هیدروکلونید آگار به صورت ایجاد کستی با ارتفاع دای بیشتر از حد مدل تا زمان نگهداری ۳۰ دقیقه بود.

Dahl و همکاران [۳۸] قالب‌های آلزیناتی را به مدت یک، سه و ۲۴ ساعت در محفظه مرطوب کننده نگهداری کردند و تغییرات ابعادی قالب‌ها تا سقف سه ساعت را ناچیز و تا سقف ۲۴ ساعت را بر اساس استاندارد Appleby، قابل قبول دانستند. Peters و Tieleman [۲۴] قالب‌ها را به مدت ۱/۴، ۱/۲، ۲، ۳، ۴ و ۲۴ ساعت در محفظه مرطوب‌کننده نگهداری کردند و با در نظر گرفتن استاندارد Christensen، ثبات ابعادی قالب‌ها را قابل قبول دانستند. اما برای نگهداری قالب‌های آلزیناتی سقف زمانی سه ساعت را توصیه کردند.

در مقایسه ابعاد کست‌ها با مدل اصلی، اختلاف معنی‌دار در بیشتر قالب‌های آلزینات Alginmax با مدل اصلی مشاهده شد. در ماده Hydrogum5 تغییرات معنی‌دار کمتر بود و در زمان ۲۴ ساعته تنها در بعد ED تفاوت معنی‌دار ( $p$  value = ۰/۰۲) و در زمان ۱۲۰ ساعت نیز تنها در بعد  $h_2$  تفاوت معنی‌دار بود ( $p$  value = ۰/۰۱)؛ اما در بقیه زمان‌ها و بقیه ابعاد، تفاوت معنی‌دار نبود. تغییرات ابعادی در ماده Elastic cromo نیز تقریباً مشابه Hydrogum5 و کمتر از Alginmax بود. به طور کلی با گذشت زمان در هر سه ماده، فاصله بین دو دای (ED) زیاد شد ولی در مواد Hydrogum5 و Elastic cromo ارتفاع دای‌ها کم شد. در ماده Alginmax قطر دای‌های بزرگ با گذشت زمان زیاد شد و در هر سه ماده کمترین درصد تغییرات مربوط به ED (فاصله بین دو دای) و بیشترین درصد تغییرات در هر سه

پژوهش Schleier و همکاران [۲۲] یک صفحه حاوی چهار مخروط ناقص برای شبیه‌سازی به دندان‌های پایه به کار رفت و قالب‌گیری با یک تری فلزی انجام شد. در مطالعه Sedda و همکاران [۲۷] از یک صفحه چهار گوش، محتوی چهار دای استوانه‌ای (که دای‌ها با زاویه ۶ درجه تیپر شده بودند) استفاده شد و قالب‌گیری با تری‌های آکرلی انجام شد. در پژوهش Craig و Johnson [۲۰] یک مدل فلزی حاوی دو دای بود که نزدیک قاعده یکی از آن‌ها شیاری V شکل تعبیه شده بود و قالب‌گیری با یک تری فلزی پیش‌ساخته انجام می‌شد. مشرف و مختاری [۳۳] نیز از همین مدل ولی با کمک یک تری اختصاصی آکرلی استفاده نمودند. صبوری [۳۴] یک مدل آزمایشگاهی دقیق برای بررسی مواد قالب‌گیری طراحی کرد که در پژوهش حاضر از همین مدل با اندک تغییراتی استفاده شد. در پژوهش حاضر از تری قالب‌گیری فلزی و قسمت دوم مدل فلزی استفاده نشد، به همین دلیل می‌توان گفت قالب‌گیری در این مطالعه به صورت غیر ماشینی یا Free-hand بود.

در فاصله قالب‌گیری تا ریختن کست‌های گچی، نیاز به یک محیط نگهداری (Storage media) مرطوب می‌باشد. در بررسی Skinner و همکاران [۸] تعدادی از قالب‌ها در محفظه مرطوب کننده و تعدادی در دستمال کاغذی خیس نگهداری شدند و تفاوتی بین این دو محیط ملاحظه نگردید. Eriksson و همکاران [۲۳] تا سقف دو ساعت از محفظه مرطوب کننده و برای وقفه‌های زمانی طولانی‌تر (۲۴ و ۹۶ ساعت) از کیسه پلاستیکی در بسته همراه با دستمال کاغذی مرطوب استفاده کردند. در بررسی حاضر قالب‌های آلزیناتی در دستمال مرطوب پیچیده و در کیسه پلاستیکی در بسته نگهداری شدند. این شرایط مشابه با شرایطی است که بیشتر دندان‌پزشکان، قالب‌های آلزیناتی را در آن نگهداری می‌کنند. در مطالعه صورت گرفته در بین سه نوع ماده آلزینات تغییرات ابعادی مشابه نبود. در مورد تغییرات ابعادی (مجاز) قابل قبول، اختلاف نظر وجود دارد. Skinner و همکاران [۸] تغییرات ابعادی ۰/۱ درصدی نسبت به نمونه اصلی را مجاز دانستند. Morrart و Lphiclr [۹] تغییر ابعادی ۰/۲۷ درصد را برای آلزینات از نظر کلینیکی قابل قبول دانستند. اما Hollenback و Smith [۱۰] این میزان را در حد ۰/۱۰۴ درصد و Appleby و همکاران [۳۶] در حد ۰/۲۲ درصد اعلام کردند. در استاندارد Christensen برای تغییر ابعادی مجاز

تری افزایش پیدا کند. عدم تشابه کامل مدل مورد استفاده با شرایط کلینیکی، از جمله محدودیت‌های دیگر این بررسی است. همچنین در این مطالعه قالب‌ها ضد عفونی نشدند. با این وجود، اگر یک روش ضد عفونی مناسب استفاده شود، تأثیر ضد عفونی روی ثبات ابعادی قالب‌ها از نظر کلینیکی قابل چشم‌پوشی است [۴۲، ۴۱]. Taylor و همکاران [۴۱] دریافتند که در تعدادی موارد، ضد عفونی کردن قالب‌ها می‌تواند حتی اثر بهبودی در ثبات ابعادی داشته باشد. این محققان دریافتند که سینریزاس اولیه ممکن است به وسیله جذب در حین ضد عفونی خنثی شود.

### نتیجه‌گیری

با در نظر گرفتن محدودیت‌های این بررسی می‌توان گفت قالب‌های گرفته شده با آلژینات Alginmax باید هر چه سریع‌تر ریخته شوند. قالب‌های آلژینات Elastic cromo می‌توانند بعد از ۲۴ ساعت ریخته شوند. اما قالب‌های آلژینات Elastic cromo و Hydrogum5 بعد از ۱۲۰ ساعت تغییرات ابعادی قابل توجهی در ارتفاع دای‌ها از نظر کلینیکی نشان دادند. بنابراین بر اساس استانداردهای موجود، قالب هر سه نوع ماده قالب‌گیری مورد بررسی در محیط مرطوب قبل از ۱۲۰ ساعت تغییرات ابعادی قابل توجهی نداشتند، اما به عنوان استفاده ۵ روزه قابل اعتماد نیستند.

ماده مربوطه به ارتفاع دای‌ها بود. Ceyhan و همکاران [۳۹] این تغییرات را به دلیل انقباض ماده قالب‌گیری در طی فرایند پلیمریزاسیون به طرف نواحی دارای حجم بیشتر دانستند. آن‌ها بیان داشتند که توضیح و پیش‌بینی نحوه و جهت انقباض ماده قالب‌گیری بسیار دشوار است؛ اما با کاربرد چسب آلژینات می‌توان جهت این انقباض را به طرف دیواره‌های تری کنترل کرد و نتایج ابعادی بهتری به دست آورد. البته در بررسی حاضر همانند برخی از مطالعات مشابه از چسب آلژینات استفاده نشده است [۴۰]. در این دو بررسی نیز فاصله بین دای‌ها افزایش یافت اما در بررسی Ceyhan و همکاران [۳۹] ارتفاع دای‌ها بیشتر و در مطالعه شفا و همکاران [۴۰] همانند بررسی حاضر ارتفاع دای‌ها کمتر شد. نتایج متضاد در مورد ارتفاع دای‌ها می‌تواند به دلیل تفاوت در نوع مواد قالب‌گیری و روش مطالعه باشد. اگرچه افزایش قطر در این بررسی را به راحتی می‌توان با انقباض ماده قالب‌گیری به طرف دیواره‌های تری تفسیر کرد اما کاهش ارتفاع دای‌ها احتمالاً به دلایل دیگری اتفاق افتاده است.

از محدودیت‌های این پژوهش می‌توان به روش قالب‌گیری در این مطالعه اشاره کرد که با تری‌های اکریلی و به صورت Free-hand صورت گرفت. این امر می‌تواند باعث شود مسیر نشت و برخاست یگانه نباشد و خطاهای ناشی از تکان خوردن

### References

1. Schoonover IC, Dickson G. Preparation and characteristics of elastic dental impression compounds with an alginate base. J Am Dent Assoc 1943; 30(4): 565-9.
2. Hansson O, Eklund J. A historical review of hydrocolloids and an investigation of the dimensional accuracy of the new alginates for crown and bridge impressions when using stock trays. Swed Dent J 1984; 8(2): 81-95.
3. Sawyer HF, Sandrik JL, Neiman R. Accuracy of casts produced from alginate and hydrocolloid impression materials. J Am Dent Assoc 1976; 93(4): 806-8.
4. Sears AW. Hydrocolloid impression technique for inlays and fixed bridges. J Dent Assoc S Afr 1975; 30(1): 129.
5. Skinner EW, Kern WR. Colloidal impression materials. J Am Dent Assoc 1938; 25: 578-84.
6. Skinner EW, Pomes CE. Dimensional stability of alginate impression materials. J Am Dent Assoc 1946; 33(12): 1253-61.
7. Skinner EW, Pomes CE. Alginate impression materials; technic for manipulation and criteria for selection. J Am Dent Assoc 1947; 35(4): 245-56.
8. Skinner EW, Cooper EN, Beck FE. Reversible and irreversible hydrocolloid impression materials. J Am Dent Assoc 1950; 40(2): 196-207.
9. Marrant GA, Lphiclr GB. An investigation into methods for maintaining the dimensional stability of alginate impression materials. Br Dent J 1956; 100(1): 42-8.
10. Hollenback GM, Smith DD. A further study of the physical properties of elastic impression materials. J South Calif Dent Assoc 1965; 33: 32-6.
11. Rudd KD, Morrow RM, Bange AA. Accurate casts. J Prosthet Dent 1969; 21(5): 545-54.
12. Rudd KD, Morrow RM, Strunk RR. Accurate alginate impressions. J Prosthet Dent 1969; 22(3): 294-300.
13. Christensen GJ. Marginal fit of gold inlay castings. J Prosthet Dent 1966; 16(2): 297-305.



14. International Organization for Standardization. ISO 1563: Dental alginate impression material. 1999. Available from: URL: [http://www.iso.org/iso/catalogue\\_detail.htm?csnumber=6157](http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=6157).
15. Hobo S, Whitsett LD, Jacobi R, Brackett SE, Shillingburg HT. Fundamentals of fixed prosthodontics. 3<sup>rd</sup> ed. Chicago: Quintessence Pub Co; 1997. p. 286.
16. Phoenix RD, Cagna DR, Defreest CF, Stewart KL. Stewart's clinical removable partial prosthodontics. 3<sup>rd</sup> ed. Chicago: Quintessence Pub Co; 2003. p. 222-30.
17. Craig RG, Powers JM, Wataha JC. Dental materials: properties and manipulation. 8<sup>th</sup> ed. St Louis: Mosby; 2004. p. 145-56.
18. Noort R. Introduction to dental materials. 2<sup>nd</sup> ed. Philadelphia: Elsevier Health Sciences; 2002. p. 120.
19. Craig R, Powers JM, Powers J. Restorative dental materials. 11<sup>th</sup> ed. Philadelphia: Mosby; 2001. p. 330-40.
20. Johnson GH, Craig RG. Accuracy of four types of rubber impression materials compared with time of pour and a repeat pour of models. J Prosthet Dent 1985; 53(4): 484-90.
21. Thongthammachat S, Moore BK, Barco MT, Hovijitra S, Brown DT, Andres CJ. Dimensional accuracy of dental casts: influence of tray material, impression material, and time. J Prosthodont 2002; 11(2): 98-108.
22. Schleier PE, Gardner FM, Nelson SK, Pashley DH. The effect of storage time on the accuracy and dimensional stability of reversible hydrocolloid impression material. J Prosthet Dent 2001; 86(3): 244-50.
23. Eriksson A, Ockert-Eriksson G, Lockowandt P. Accuracy of irreversible hydrocolloids (alginates) for fixed prosthodontics. A comparison between irreversible hydrocolloid, reversible hydrocolloid, and addition silicone for use in the syringe-tray technique. Eur J Oral Sci 1998; 106(2 Pt 1): 651-60.
24. Peters MC, Tieleman A. Accuracy and dimensional stability of a combined hydrocolloid impression system. J Prosthet Dent 1992; 67(6): 873-8.
25. Sofou A, Kotsiomiti E, Farmakis N, Kapari D. Weight and linear dimensional changes of reversible hydrocolloid duplicating materials: effect of storage and re-use. Eur J Prosthodont Restor Dent 1998; 6(2): 79-84.
26. Cohen BI, Pagnillo M, Deutsch AS, Musikant BL. Dimensional accuracy of three different alginate impression materials. J Prosthodont 1995; 4(3): 195-9.
27. Sedda M, Casarotto A, Raustia A, Borracchini A. Effect of storage time on the accuracy of casts made from different irreversible hydrocolloids. J Contemp Dent Pract 2008; 9(4): 59-66.
28. Imbery TA, Nehring J, Janus C, Moon PC. Accuracy and dimensional stability of extended-pour and conventional alginate impression materials. J Am Dent Assoc 2010; 141(1): 32-9.
29. Alaei F, Hemmati M. Comparison of dimensional instability of Iraninon Alginate with tow international standard Alginate. Shaheed Beheshti University of Dental Journal 1998; 32(9): 45-51.
30. Mosharraf R, Ebadian B, Khanlarpour A. A comparison on dimensional changes of two irreversible Hydrocolloid impression materials disinfected by immersion in Sodium Hypochlorite solution. Journal of Islamic Dental Association of Iran 2005; 14(4): 10-8.
31. Memarian M, Zare MR. The effect of sodium surface hypochlorite on irreversible hydrocolloid and their effects on surface roughness and surface hardness of resultant gypsum casts. Majallah-I-Dandanpizishki 2002; 14(3): 85-98.
32. Memarian M, Zare M. The effect of sodium hypochlorite on irreversible hydrocolloid and their effects on dimensional stability and detail reproduction of resultant gypsum casts. Majallah-I-Dandanpizishki 2002; 14(2): 70-81.
33. Mosharraf R, Mokhtari M. The effect of storage time on the accuracy and dimensional stability of two irreversible hydrocolloid impression materials. The Journal of Islamic Dental Association of Iran 2006; 18(2): 92-9.
34. Sabouri A. Evaluation of the carret techniques of impression for their accuracy using a fabricated model. Journal of Dental School Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2003; 21(1): 66-72.
35. Anusavice KJ. Phillips' science of dental materials. 11<sup>th</sup> ed. Philadelphia: Saunders; 2003. p. 206-43.
36. Appleby DC, Pameijer CH, Boffa J. The combined reversible hydrocolloid/irreversible hydrocolloid impression system. J Prosthet Dent 1980; 44(1): 27-35.
37. Marcinak CF, Young FA, Draughn RA, Flemming WR. Linear dimensional changes in elastic impression materials. J Dent Res 1980; 59(7): 1152-5.
38. Dahl BL, Dymbe B, Valderhaug J. Bonding properties and dimensional stability of hydrocolloid impression systems in fixed prosthodontics. J Prosthet Dent 1985; 53(6): 796-800.
39. Ceyhan JA, Johnson GH, Lepe X. The effect of tray selection, viscosity of impression material, and sequence of pour on the accuracy of dies made from dual-arch impressions. J Prosthet Dent 2003; 90(2): 143-9.
40. Shafa S, Zare Z, Mosharraf R. The effects of custom tray material on the accuracy of master casts. J Contemp Dent Pract 2008; 9(6): 49-56.
41. Taylor RL, Wright PS, Maryan C. Disinfection procedures: their effect on the dimensional accuracy and surface quality of irreversible hydrocolloid impression materials and gypsum casts. Dent Mater 2002; 18(2): 103-10.
42. Lu JX, Zhang FM, Chen YM, Qian M. The effect of disinfection on dimension stability of impressions. Shanghai Kou Qiang Yi Xue 2004; 13(4): 290-2.

## Effect of storage time on dimensional stability of Extended-pour irreversible hydrocolloid impression material

**Ramin Mosharraf\*, Saeid Nosouhian, Masoomeh Salehi**

### Abstract

**Introduction:** *When there is no immediate access to dental laboratory for pouring dental impressions, impression materials with dimensional stability over time should be used. The aim of this study was to evaluate the effect of storage time on dimensional stability of casts poured from alginate impressions.*

**Materials and Methods:** *In this experimental-laboratory study, a metal model containing two dies and acrylic impression trays were used to make five alginate impressions at each time interval using three different alginate brands [Hydrogum5 (Zhermack), Elastic Cromo (Sporofadental), and Alginmax (Major)]. The impressions were kept in a humid environment for 0, 24, 48, 72, and 120 hours and then poured with Type III dental stone. Five dimensions were measured in each cast with a digital caliper: ED (distance between the two dies), H<sub>1</sub> (height of the smaller die), H<sub>2</sub> (height of the larger die), D<sub>1</sub> (diameter of the smaller die), D<sub>2</sub> (diameter of the larger die). The results were compared among groups with two-way ANOVA and a post hoc Tukey test ( $\alpha = 0.05$ ).*

**Results:** *Dimensional stability of alginate impressions was dependent on both the material and time ( $p$  value  $< 0.05$ ); however, their reciprocal interaction did not exhibit any significant relationship at the same interval ( $p$  value  $> 0.05$ ). After 24 hours, dimensions of Elastic Cromo alginate only did not exhibit any statistically significant differences with the model ( $p$  value  $> 0.05$ ). After 48 and 72 hours Hydrogum5 alginate only did not demonstrate any significant dimensional differences with the model ( $p$  value  $> 0.05$ ). After 120 hours, Hydrogum5 alginate exhibited a significant difference with the model in H<sub>2</sub> dimension.*

**Conclusion:** *The results showed that Alginmax impressions must be poured immediately. Elastic Cromo impressions can be poured after 24 hours. The impression of these three kinds of impression materials did not exhibit any significant dimensional differences before 120 hours; however, they are not reliable for five-day usage.*

**Key words:** *Impression materials, Dental, Time factors, Alginates, Dental models, Materials testing.*

**Received:** 3 May, 2011

**Accepted:** 19 Jul, 2011

**Address:** Associate Professor, Department of Prosthodontics, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

**Email:** mosharraf@dnt.mui.ir

Journal of Isfahan Dental School 2011; 7(3): 246-255.