



Ferdowsi
University of
Mashhad

Journal of Applied and Computational Sciences in
Mechanics

Page Journal: mechanic-ferdowsi.um.ac.ir



Society of
Manufacturing
Engineering of
Iran

Investigating the Effects of CNC Milling Machine Parameters and Machining Tool Specifications on Surface Roughness of Wooden Products

Research Article

Saeed Yaghoubi¹, Farshad Rabiei²

DOI: [10.22067/jacsm.2023.81172.1167](https://doi.org/10.22067/jacsm.2023.81172.1167)

1. Introduction

Wood and wood-based materials have numerous applications due to their low cost, high strength and low energy consumption. In the production of wooden parts and tools, such operations as drilling, cutting and engraving are the main parts of the work, which have been performed manually by skilled craftsmen since ancient times. Nowadays, computer numerical control (CNC) process is a dominant operation in the machining industries. CNC machines are widely employed in different manufacturing processes such as plastic cutting, steel machining and wood working industries. Computer numerical control operation is strictly reined via software program and needs limited human interaction aside from initial setup and data feeding. Moreover, CNC machines are employed for exact speed and positioning control. For this reason, CNC machine is capable to manufacture complex geometries using various substances.

In order to enhance the quality of CNC machining, several criteria such as machining forces, accuracy, and surface roughness can be introduced. One of the main factors that have been investigated by many researchers is surface quality of the product. This criterion is remarkable in finishing processes of products. For this purpose, this current research examines the impact of machining parameters (feed speed, rotational speed, and step over) and tool parameters (diameter, number of cutting edge, and type of cutting edge) on the surface roughness of beech wood.

2. Experimental procedures

A 3-axis CNC machine with 6 KW spindle power and spindle speed of 32,000 rpm is used to investigate the impacts of several parameters on surface quality of wooden product. Figure 1 shows the wood CNC machine employed in this study.



Figure 1. Numerical control milling machine in the present study

The material used in this research is Beech wood with a thickness of 18 mm. It should be mentioned that the cut depth was fixed and considered to be 3 mm. Tideway brand machining tools with diameters of 3 mm, 4 mm, and 6 mm for milling operation of wood workpiece were used. To measure surface roughness of specimen, Time 3110 portable roughness meter was employed.

*Manuscript received: February 16, 2023, Revised, March 7, 2023, Accepted, April 4, 2022.

¹. Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Ilam University, Ilam, Iran.

² Corresponding author. Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Ilam University, Ilam, Iran.

Email: F.rabiei@ilam.ac.ir

3. Results and discussion

Figure 2 shows changes in surface roughness versus variations in tool diameter for three different types of tools (single spiral, double spiral, and straight double). This diagram shows that the surface roughness value increases with the enhancing of the tool diameter. This parameter has the maximum value for straight two-point tools and the minimum value for spiral two-point tools.

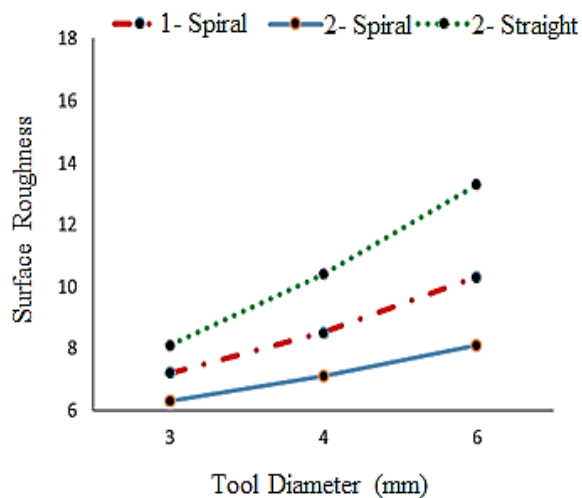


Figure 2. Surface roughness changes in relation to different conditions

4. Conclusion


This study deals with the effects of machining and tool parameters on surface roughness of beech wood. A summary of the results is as follows:

1. A tool with a double-edged spiral creates a better surface quality than a single-edged spiral tool and leads to the improvement of machining conditions;
2. By increasing the feed speed from 20 to 60 (mm/min), especially in tools with a larger diameter, the machining conditions tend towards instability and the surface roughness increases.



بررسی اثر پارامترهای دستگاه فرز CNC و مشخصات ابزار ماشین کاری بر زبری سطح محصولات چوبی*

مقاله پژوهشی

فرشاد ربیعی^(۲) سعید یعقوبی^(۱)

DOI: 10.22067/jacsm.2023.81172.1167

چکیده امروزه محصولات چوبی به وفور در صنعت مبلمان، تابلوهای هنری، ظروف چوبی و غیره گسترش یافته است. روش های تولید سنتی و دستی تولید این محصولات توان رقابت با روش های تولید مکانیزه، خصوصاً ماشین های کنترل عددی را ندارند. از این رو، استفاده از این دستگاه ها همواره در حال افزایش است. با این وجود، یکی از پارامترهایی که سرعت تولید را تحت تأثیر قرار می دهد، زبری سطح بوده و کارگاه ها مجبور به صرف زمان زیاد برای سنباده زنی و پرزگیری محصول هستند. به همین منظور و در تحقیق حاضر، تأثیر پارامترهای ماشین (سرعت پیشروی، سرعت دورانی و گام عرضی) و پارامترهای ابزار (قطر، تعداد لبه برشی و نوع لبه برشی) بر روی زبری سطح چوب راش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که ابزارهای با لبه برشی دو پر مارپیچ، نسبت به ابزارهای با لبه برشی مستقیم و یک پر مارپیچ، زبری سطح مطلوب تری دارند و ابزارهای با لبه مستقیم برای چوب راش مناسب نیستند. همچنین، مشاهده شد با کاهش گام عرضی از 0.7D به 0.3D (D قطر ابزار است)، زبری سطح کمتری ایجاد می شود. با کاهش قطر ابزار از ۶ به ۴ و ۳ میلی متر، کاهش سرعت پیشروی از ۶۰ به ۲۰ میلی متر بر دقیقه و افزایش سرعت دورانی از ۱۵۰۰۰ به ۲۵۰۰۰ دور بر دقیقه، زبری سطح محصول نهایی به صورت قابل توجهی کاهش پیدا نمود.

واژه های کلیدی فرزکاری CNC، مصنوعات چوبی، تعداد لبه برشی، گام عرضی، سرعت پیشروی، سرعت دورانی.

Investigating the Effects of CNC Milling Machine Parameters and Machining Tool Specifications on Surface Roughness of Wooden Products

Saeed Yaghoubi

Farshad Rabiei

Abstract Today, wooden products are widely spread in the industry of furniture, art boards, wooden dishes, etc. The traditional and manual manufacturing methods of producing these artefacts cannot compete with mechanized production methods, especially computer numerical control (CNC) machines. Therefore, using of these devices is always increasing. Nevertheless, one of the parameters that affect the production speed is the surface roughness, and the workshops have to spend a lot of time on polishing the products. For this reason, in the present research, the effect of machine parameters (feed speed, rotational speed and transverse step) and tool characteristics (diameter, number of cutting edge and type of cutting edge) on surface roughness of beech wood has been investigated. The outcomes demonstrated that cutting tools with two spiral cutting edges have a more favorable surface roughness than cutting tools with a straight cutting edge and one spiral cutting edge, and tools with a straight edge are not suitable for beech wood. It was also observed that by reducing the transverse step from 0.7D to 0.3D, a lower surface roughness is created. By reducing the tool diameter from 6 to 4 and 3 (mm), reducing the feed speed from 60 to 20 (mm/min) and increasing the rotational speed from 15000 to 25000 (rpm), the surface roughness of final product was improved, significantly.

Key Words CNC Milling, Wooden Products, Cutting Edges Number, Step Over, Feed Speed, Rotational Speed.

* تاریخ دریافت مقاله ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ و تاریخ پذیرش آن ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ می باشد.

(۱) استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

(۲) نویسنده مسئول: استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران



شکل ۱ یک تابلو چوبی ایجاد شده به وسیله فرز کنترل عددی

یکی از روش‌هایی که بررسی کمی و عددی کیفیت سطح را ممکن می‌سازد، اندازه‌گیری زبری سطح است. تحقیقات محدودی به صورت تجربی و آماری خصوصا در چند سال گذشته در سطح کشوری و حتی جهانی در مورد پارامترهای موثر در این زمینه صورت گرفته است و عمدتاً تحقیقات در زمینه چوب‌های بومی کشور نگارنده مقاله انجام پذیرفته است [5-8]. هزیر و همکاران گزارش دادند که بسیاری از مشکلات مصنوعات چوبی ناشی از انتخاب نامناسب پارامترها بوده و انتخاب بهینه پارامترها جهت دستیابی به کیفیت سطح بهتر ضروری است [9]. آقاخانی و همکاران تأثیر پارامترهای ماشین‌کاری در فرزکاری چوب پالونیا را مورد بررسی قرار دادند. آنها گزارش دادند که افزایش سرعت برشی باعث کاهش زبری سطح و بهبود کیفیت سطح می‌شود [10].

امروزه در صنعت چوب ایران، انتخاب پارامترهای ماشین‌کاری و پارامترهای موثر بر کیفیت سطح عمدتاً بر اساس تجربه اپراتور بوده و منابع علمی بسیار محدودی در این زمینه وجود دارد. از این رو و در تحقیق حاضر، با توجه به اشتغال نگارنده در تولید مصنوعات چوبی و کمبود منابع علمی در زمینه ماشین‌کاری کنترل عددی موجود در کشور سعی شده است به صورت علمی تأثیر پارامترهای ماشین و مشخصه‌های ابزار بر روی کیفیت سطح چوب را که رایج‌ترین چوب مورد استفاده در صنعت ایران است مورد بررسی قرار گیرد.

زبری سطح

زبری سطح در صنایع چوبی با مقیاس Ra اندازه‌گیری می‌شود که نشان‌دهنده میانگین ارتفاع‌های زبری سطح است. شکل (۲) نحوه انجام تست زبری را نشان می‌دهد که پروب


مقدمه

به واسطه در دسترس بودن چوب برای جوامع بشری، فراوری چوب و چوب‌تراشی یکی از قدیمی‌ترین صنایع تولیدی بوده است که در سازه‌ها، مبلمان، ظروف و نیز آلات موسیقی مورد استفاده قرار گرفته است [1].


با پیشرفت علم و ورود ماشین‌های ابزار به صنایع مختلف، از این تجهیزات در صنایع چوبی هم استفاده شد. در ادامه و جهت تسلط بر بازار، می‌بایست محصولات با شکل سه‌بعدی و پیچیده و با سرعت و دقت بیشتر تولید می‌شد. از این رو ماشین‌های ابزار با کنترل عددی کامپیوتری (Computer Numerical Control = CNC) رفته رفته جایگزین ماشین‌های ابزار سنتی شدند. این ماشین‌آلات، با استفاده از موتورهای استپ یا سروو قابلیت حرکت در چند محور به صورت کنترل شده را دارا بوده و از این رو قابلیت تولید شکل‌های پیچیده را دارند و تا حدود زیادی ساخت و تولید محصولات چوبی را تسهیل کرده‌اند. این دستگاه‌ها خصوصا برای تولید مصنوعات با شکل پیچیده و سه‌بعدی، باعث کاهش هزینه‌های تولید، کاهش زمان تولید و نیز بهبود کیفیت سطح می‌شوند. راجا و باسکار گزارش داده‌اند که استفاده از دستگاه‌های کنترل عددی در صنعت مبلمان‌سازی باعث کاهش زمان‌های اتلافی و متعاقبا افزایش 2.5 برابری بهره‌وری شده است [2]. سوتسو و همکاران نیز کاهش هزینه‌های کارگری و بهبود کیفیت سطح را از نتایج استفاده از دستگاه‌های کنترل عددی در صنعت چوب دانسته‌اند [3].

یکی از اصلی‌ترین پارامترهایی که در تولید مصنوعات چوبی مورد توجه قرار می‌گیرد، کیفیت سطح محصول است؛ چراکه به شدت بر روی کیفیت مراحل پرداخت‌کاری نظیر پوشش‌دهی و رنگ‌کاری تأثیرگذار است. از سوی دیگر، هر چه کیفیت سطح محصول بعد از ماشین‌کاری بهتر باشد، زمان لازم برای عملیات‌های سنباده‌زنی و پرزگیری کاهش یافته و بهره‌وری مجموعه افزایش می‌یابد. باید توجه داشت که بسیاری از مصنوعات هنری در صنایع مبلمان و تابلوهای هنری به صورت سه‌بعدی بوده و سنباده‌زنی و پرزگیری نهایی می‌بایست بسیار با دقت انجام شود که منجر به آسیب نشود (شکل ۱). از این رو، کیفیت سطح محصولاتی که از فرایند کنترل عددی تولید می‌شوند به صورت مستقیم بر روی زمان تولید نهایی، هزینه‌ای کارگری، کیفیت نهایی و عملیات‌های پرداخت نهایی (پوشش‌دهی و رنگ‌کاری) تأثیرگذار است [4].

دستگاه زبری سنج، ۸ میلی متر از سطح نمونه را طی و جاروب می کند.

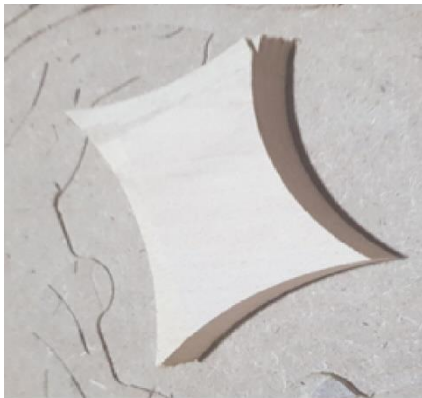


شکل ۴ نمونه های چوب راش مورد استفاده

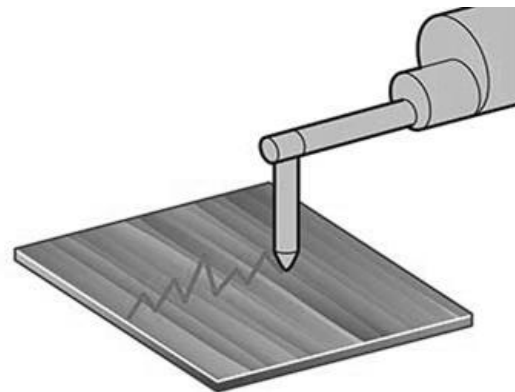

شکل ۲ نحوه اندازه گیری زبری سطح

در این مسافت پستی و بلندی هایی وجود دارد که با اندازه گیری آن ها مقدار زبری سطح محاسبه می گردد. اگر پراکندگی پستی و بلندی ها مشابه شکل (۳) باشد خط مرکزی به گونه ای تعریف می شود که مجموع مساحت های شکل ها بالای خط با مجموع مساحت های پایین خط برابر باشند. این مقدار را می توان با مساحت یک مستطیل برابر گرفت که مقدار عرض آن مقدار زبری سطح را نشان می دهد.

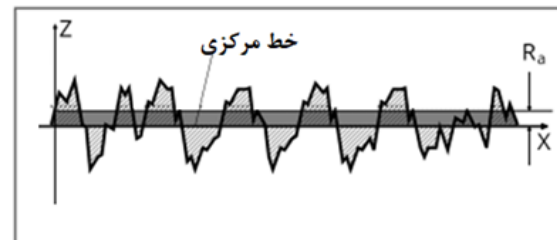

شکل ۳ شماتیک زبری سطح، خط مرکزی و مفهوم زبری سطح

شرایط آزمایشگاهی

برای انجام تست های تجربی چوب راش صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. تمامی نمونه ها به مدت یک ماه در دستگاه خشک کن قرار گرفتند و به رطوبت نسبی ۱۰ درصد رسیدند. ابعاد نمونه ها ۴ در ۶ سانتی متر هستند (که از ضایعات مراحل قبلی تولید ایجاد شده اند) (شکل ۴).


از دستگاه فرز کنترل عددی سه محور ساخت شرکت سپینتا ایران دارای اسپیندل ۶ کیلووات و سرعت دورانی ۳۲ هزار دور بر دقیقه جهت انجام تست های تجربی استفاده شد (شکل ۵).




شکل ۵ دستگاه فرزکاری کنترل عددی مورد استفاده

گردید.

برای بررسی تأثیرات شش پارامتر مورد مطالعه بر روی زبری سطح، انجام تست‌ها در چهار مرحله و به صورت فول فاکتوریل مطابق جدول (۱) انجام گرفت.

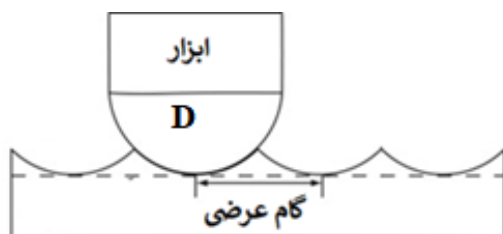

شکل ۸ شماتیک مفهوم گام عرضی

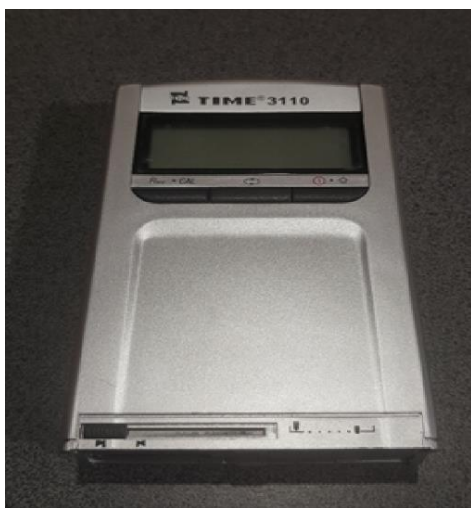

شکل ۹ دستگاه زبری سنج مورد استفاده

در انجام تمامی آزمایش‌ها، جهت ایجاد شرایط یکسان، ماشین‌کاری در جهت "راه چوب" انجام گرفت (شکل ۶).

راه چوب →



شکل ۶ مفهوم راه چوب


در تمامی تست‌ها، عمق برش ثابت و برابر ۳ میلی‌متر در نظر گرفته شد. ابزار مسیری با عرض ۲۰ میلی‌متر در طول ۶۰ میلی‌متر را فرزکاری می‌کند. برای انجام تست‌ها از ۹ ابزار برند Tideway ساخت ترکیه استفاده شده است. این ابزارها دارای قطرهای ۳، ۴، ۶ و ۹ میلی‌متر بوده و در سه نوع دوپر مارپیچ، تک پر مارپیچ، و دو پر مستقیم مورد استفاده قرار گرفته‌اند (شکل ۷).



شکل ۷ ابزارهای ۶ میلی‌متر به ترتیب از راست به چپ: دوپر مارپیچ، تک پر مارپیچ، دو پر مستقیم

در تست‌ها از پارامتر گام عرضی استفاده شده است که به صورت درصدی از قطر ابزار (D) معرفی می‌شود (شکل ۸).

برای اندازه‌گیری زبری سطح از دستگاه زبری‌سنج پرتابل Time 3110 استفاده شد (شکل ۹). برای هر نمونه، ۵ بار تست زبری سطح با طول جاروب ۸ میلی‌متر انجام شد و پس از حذف داده‌های پرت، میانگین داده‌ها به عنوان زبری سطح ثبت

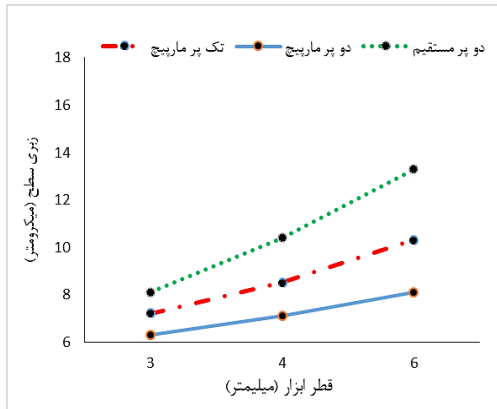

شکل ۱۰ تغییرات زبری سطح نسبت به قطر و شکل‌ها مختلف ابزار، عمق برش ۳ میلی‌متر، سرعت پیشروی ابزار ۲۰ میلی‌متر بر ثانیه، سرعت دورانی ۲۰۰۰ دور بر دقیقه، گام عرضی 0.5D

ابزارهای دو پر ماریپیج نسبت به ابزارهای دو پر مستقیم و نیز تک‌پر ماریپیج دارای بهترین صافی سطح در تمامی قطرهای ۳، ۴ و ۶ میلی‌متر هستند. این مشاهده را می‌توان به میزان باربرداری هر لبه برشی نسبت داد. هر لبه ابزار دو پر ماریپیج در هر دوران ابزار، به میزان ۱۸۰ درجه با چوب درگیر است و ۱۸۰ درجه دوم لبه دوم درگیر می‌شود و برای یک حجم ثابت براده‌برداری، هر لبه براده‌برداری نصف این حجم را بر عهده دارد؛ در حالی که در ابزار تک‌پر ماریپیج، تمامی حجم براده‌برداری فقط توسط یک لبه برداشته می‌شود. با ثابت بودن سرعت دورانی مشخص می‌شود که به ازای هر دور چرخش ابزار، ابزار دو پر ماریپیج، نیروی کمتری را متحمل می‌شود. از این رو می‌توان انتظار داشت که عملکرد ماشین‌کاری بهبود یابد و با کاهش نیرو و متعاقباً لرزش و ارتعاش، سطح با کیفیت‌تری از منظر زبری سطح تولید شود. از سوی دیگر این شکل تأثیر شکل لبه برشی بر زبری سطح را نیز نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که ابزار دو پر مستقیم علی‌رغم داشتن دو لبه برشی دارای نامطلوب‌ترین کیفیت سطح است. با بررسی شکل لبه‌های برشی می‌توان به علت این مسأله پی برد. در ابزارهای ماریپیج، لبه برشی به صورت پیوسته و رفته رفته و به آرامی وارد قطعه‌کار می‌شود که منجر به افزایش طول درگیری لبه ابزار و قطعه‌کار می‌شود؛ در حالی که در ابزار با لبه مستقیم، به یک‌باره تمام لبه برشی (به اندازه ۳ میلی‌متر عمق برش) با قطعه‌کار درگیر می‌شود و این تماس در تمام طول مسیر برش ادامه دارد که منجر به تشدید نیروها و شرایط نامناسب ماشین‌کاری می‌گردد. لذا،


جدول ۱ روند انجام تست‌های تجربی و پارامترهای مورد استفاده

پارامترهای مورد استفاده	مراحل
	مرحله اول
۳ میلی‌متر	عمق برش
۲۰ و ۶۰ میلی‌متر بر دقیقه	سرعت پیشروی
۲۰۰۰۰ دور بر دقیقه	سرعت دورانی
0.5D (نصف قطر ابزار در هر مرحله)	گام عرضی
۳، ۴ و ۶ میلی‌متر	قطر ابزار (D)
تک پر ماریپیج، دو پر ماریپیج، دو پر مستقیم	شکل تیغه ابزار
	مرحله دوم
۳ میلی‌متر	عمق برش
۴۰ میلی‌متر بر دقیقه	سرعت پیشروی
۱۵۰۰۰ و ۲۵۰۰۰ دور بر دقیقه	سرعت دورانی
0.5D (نصف قطر ابزار در هر مرحله)	گام عرضی
۳، ۴ و ۶ میلی‌متر	قطر ابزار
تک پر ماریپیج، دو پر ماریپیج، دو پر مستقیم	شکل تیغه ابزار
	مرحله سوم
۳ میلی‌متر	عمق برش
۴۰ میلی‌متر بر دقیقه	سرعت پیشروی
۲۰۰۰۰ دور بر دقیقه	سرعت دورانی
0.3D و 0.7D	گام عرضی
۳، ۴ و ۶ میلی‌متر	قطر ابزار
تک پر ماریپیج، دو پر ماریپیج، دو پر مستقیم	شکل تیغه ابزار
انتخاب پارامترهای بهینه	مرحله چهارم

نتایج و بحث

شکل (۱۰) تغییرات زبری سطح نسبت به تغییرات قطر ابزار را برای سه نوع ابزار مختلف (تک‌پر ماریپیج، دو پر ماریپیج و دو پر مستقیم) نشان می‌دهد. این نمودار نشان می‌دهد که با افزایش قطر ابزار، مقدار زبری سطح افزایش می‌یابد و این پارامتر برای ابزارهای دو پر مستقیم دارای بیشینه مقدار و برای ابزارهای دو پر ماریپیج دارای کمینه مقدار است. علت این امر را می‌توان به تغییرات نیرو و ارتعاش در ابزار نسبت داد. با افزایش قطر ابزار، مساحت درگیر ابزار با قطعه‌کار افزایش می‌یابد و اسپیندل نیروی بیشتری برای برش نیاز دارد. این نیرو از ابزار به چوب وارد شده و عکس‌العمل آن از چوب به ابزار وارد می‌شود. این افزایش نیرو باعث لرزش و ارتعاش ابزار شده و منجر به افزایش زبری سطح می‌شود.

به‌طور کلی، ابزار ۳ میلی‌متر دارای کمترین زبری سطح بوده و نیز ابزار دو پر ماریچ بهترین کیفیت سطح را ایجاد کرده است. همچنین در این تست‌ها نیز ابزار با قطر ۶ میلی‌متر با دو لبه مستقیم دارای نامطلوب‌ترین کیفیت سطح است. با مقایسه دو نمودار که برای سرعت‌های دورانی ۱۵۰۰ و ۲۵۰۰ دور بر دقیقه ترسیم شده‌اند تأثیر این پارامتر به وضوح مشخص شده است. با افزایش سرعت دورانی، تعداد چرخش هر لبه برشی در واحد زمان افزایش می‌یابد. به‌عبارت دیگر، با فرض ثابت بودن سرعت پیشروی و عمق برش، ابزار در هر دوران مقدار کمتری براده برداری می‌کند. لذا، با افزایش سرعت دورانی شرایط ماشین‌کاری مطلوب‌تر شده و نیروی کمتری به ابزار وارد می‌شود. از سوی دیگر با ایجاد براده‌های ریزتر به واسطه سرعت دورانی بیشتر، ابزار دیرتر کند شده و سلامت سطح را تضمین می‌کند. با افزایش عمق برش، تأثیر این پارامتر کمتر می‌شود و ابزار با حجم براده‌برداری بیشتری مواجه شده که منجر به کاهش کیفیت سطح می‌شود.

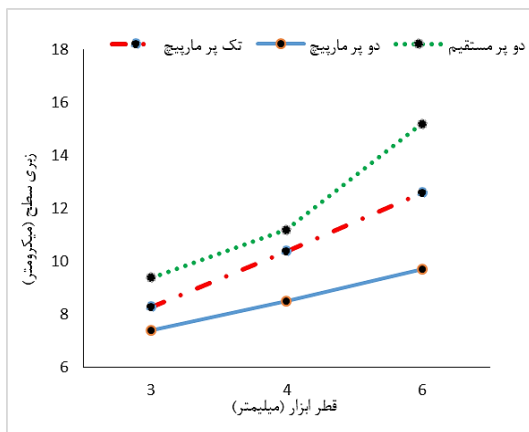


شکل ۱۲ تغییرات زبری سطح نسبت به قطر و شکل‌ها مختلف ابزار، عمق برش ۳ میلی‌متر، سرعت پیشروی ابزار ۴۰ میلی‌متر بر ثانیه، سرعت دورانی ۱۵۰۰ دور بر دقیقه، گام عرضی 0.5D

شکل‌های (۱۴) و (۱۵) تغییرات زبری سطح برای قطرهای مختلف ابزار و سه نوع ابزار با لبه‌های برشی متفاوت را برای دو گام عرضی 0.3D و 0.7D نشان می‌دهد. برای مقاطعی که عرض آن‌ها از قطر ابزار بیشتر است ابزار نمی‌تواند در یک مرحله مقطع را براده برداری کند. از این‌رو برای این مقاطع، پارامتر گام عرضی به‌صورت درصدی از قطر ابزار تعریف می‌شود. همان‌طور که این دو شکل نشان می‌دهند، ابزار با قطر

این ابزارها در تمامی قطرهای ۴، ۳ و ۶ میلی‌متر دارای نامطلوب‌ترین نتایج زبری سطح هستند. به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت پیوسته و رشته‌ای مواد در ساختار چوب راش، استفاده از ابزارهای با لبه مستقیم مناسب نباشد.


در شکل (۱۱) تغییرات برای سرعت پیشروی ۶۰ میلی‌متر بر دقیقه نشان داده شده است. با مقایسه نتایج این شکل با شکل (۱۰) که مربوط به سرعت پیشروی ۲۰ میلی‌متر بر دقیقه است تأثیر این پارامتر نیز مشخص می‌شود. این شکل‌ها نشان می‌دهند که در شرایط یکسان، با افزایش ۳ برابری سرعت پیشروی در تمامی آزمایش‌ها، نتایج زبری سطح افزایش یافته است. میزان این تأثیر در تست‌های مختلف متفاوت بوده و به اندرکنش پارامترها وابسته است. هر چه سرعت پیشروی بیشتر شود ابزار در زمان یکسان حجم بیشتری را براده برداری می‌کند. به عبارت دیگر، نرخ برداشت براده با افزایش سرعت پیشروی و ثابت بودن عمق برش افزایش می‌یابد. بنابراین شرایط ماشین‌کاری سخت‌تر می‌شود و ابزار می‌بایست نیروی بیشتری صرف برداشت براده کند. به‌همین دلیل، با افزایش سرعت پیشروی لرزش ابزار بیشتر شده و زبری سطح نامطلوب‌تری ایجاد می‌شود.

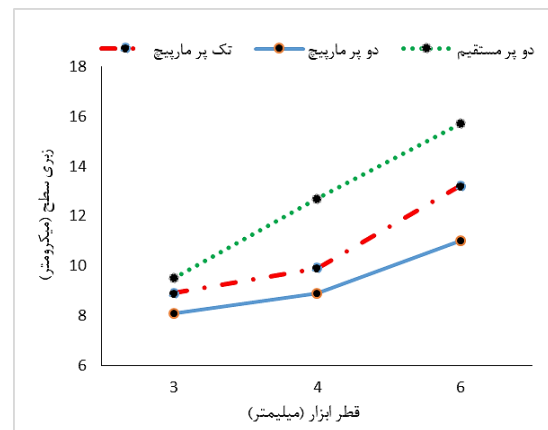

شکل ۱۱ تغییرات زبری سطح نسبت به قطر و شکل‌ها مختلف ابزار، عمق برش ۳ میلی‌متر، سرعت پیشروی ابزار ۶۰ میلی‌متر بر ثانیه، سرعت دورانی ۲۰۰۰ دور بر دقیقه، گام عرضی 0.5D

شکل‌های (۱۲) و (۱۳) تغییرات زبری سطح برای قطرهای ابزار مختلف و ابزارهای با هندسه مختلف و سرعت‌های دورانی متغیر نشان داده شده است. در این شکل‌ها هم نتایج کیفی مشابهی نسبت به شکل‌ها (۱۰) و (۱۱) مشاهده می‌شود.

۲۰۰۰۰ دور بر دقیقه، گام عرضی 0.3D

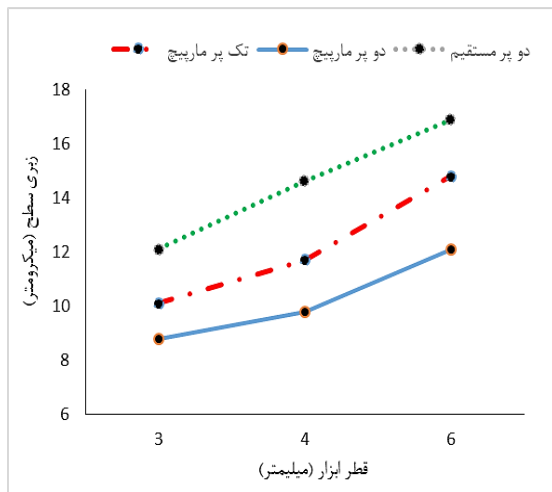

شکل ۱۵ تغییرات زبری سطح نسبت به قطر و شکل‌ها مختلف ابزار، عمق برش ۳ میلی‌متر، سرعت پیشروی ابزار ۴۰ میلی‌متر بر ثانیه، سرعت دورانی ۲۰۰۰۰ دور بر دقیقه، گام عرضی 0.7D


در مرحله آخر، انجام آزمایش‌ها و پس از مشخص شدن نحوه تأثیر هر پارامتر بر زبری سطح، بهینه‌ترین حالت یعنی استفاده از ابزار دو پر ماریپیج، قطر ۳ میلی‌متر، سرعت دورانی ۲۵۰۰۰ دور بر دقیقه، سرعت پیشروی ۲۰۰۰۰ میلی‌متر بر دقیقه و گام عرضی 0.3D آزمایش شد و مقدار عددی زبری برابر ۵/۴ میکرومتر برای آن به ثبت رسید که کمترین زبری سطح در تمامی تست‌ها است.

نتیجه‌گیری


در این تحقیق، تأثیر شش پارامتر بر روی زبری سطح در فرایند فرزکاری کنترل عددی چوب راش مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد:

۱. با افزایش قطر ابزار از ۳ به ۴ و ۶ میلی‌متر زبری سطح افزایش می‌یابد. این مسأله برای ابزارهای با شکل لبه متفاوت و نیز سرعت‌های پیشروی و دورانی مختلف، برقرار است.
۲. ابزار با دولبه ماریپیج نسبت به ابزار تک لبه ماریپیج از نظر زبری سطح کیفیت بهتری ایجاد می‌کند و منجر به بهبود شرایط ماشین‌کاری می‌شود.
۳. ابزار با لبه مستقیم برای برشکاری چوب راش مناسب نیست و برای تمامی تست‌ها نسبت به ابزارهای با لبه ماریپیج زبری سطح نامطلوبتری ارائه می‌دهد.

۳ میلی‌متر و دارای دو لبه برشی ماریپیج همچنان دارای بهترین کیفیت سطح و ابزار ۶ میلی‌متر با دو لبه مستقیم دارای بدترین کیفیت سطح است. همچنین با مقایسه دو نمودار مشاهده می‌شود کیفیت سطح با گام عرضی 0.3D، برای تمامی تست‌ها بهتر از کیفیت سطح با گام عرضی 0.7D است. در حالت کلی، هر چه گام عرضی بیشتر باشد اگرچه حجم بیشتری از ماده برداشته شده و قطعه‌کار سریعتر ماشین‌کاری می‌شود اما کیفیت سطح نامطلوب می‌گردد؛ چرا که ابزار نرخ برداشت براده بیشتری دارد و مجبور است با حجم بیشتری از مواد تماس داشته باشد. بنابراین نیروها افزایش می‌یابد و لرزش ایجاد شده در ابزار باعث افزایش زبری می‌شود.

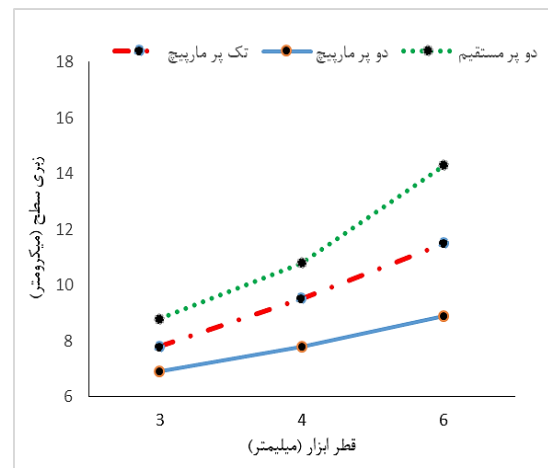

شکل ۱۳ تغییرات زبری سطح نسبت به قطر و شکل‌ها مختلف ابزار، عمق برش ۳ میلی‌متر، سرعت پیشروی ابزار ۴۰ میلی‌متر بر ثانیه، سرعت دورانی ۲۵۰۰۰ دور بر دقیقه، گام عرضی 0.5D

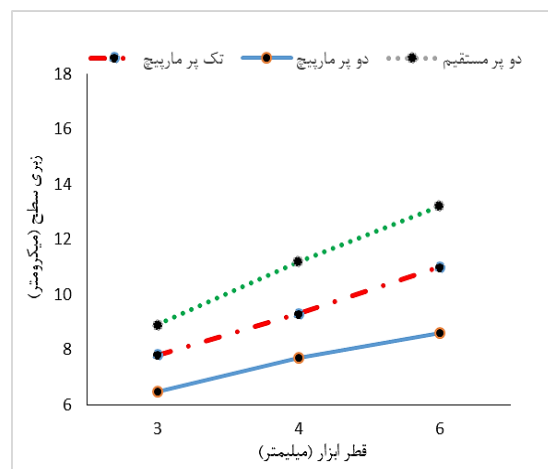

شکل ۱۴ تغییرات زبری سطح نسبت به قطر و شکل‌ها مختلف ابزار، عمق برش ۳ میلی‌متر، سرعت پیشروی ابزار ۴۰ میلی‌متر بر ثانیه، سرعت دورانی

پیشروی ۲۰۰۰۰ میلی‌متر بر دقیقه و گام عرضی 0.3 قطر ابزار است که مقدار عددی زبری برابر ۵/۴ میکرومتر برای آن به ثبت رسیده است.

تقدیر و تشکر

در پایان از مجموعه عوامل محترم شرکت دانش بنیان ممتاز صنعت همادیس و کارگاه تولیدی آیلارچوب بابت تمامی حمایت‌های مادی و معنوی کمال تشکر و قدردانی را داریم.

۴. با افزایش سرعت پیشروی از ۲۰ به ۶۰ میلی‌متر بر دقیقه خصوصاً در ابزارهای با قطر بزرگتر، شرایط ماشین‌کاری به سمت ناپایداری می‌گراید و زبری سطح افزایش می‌یابد.

۵. با افزایش سرعت دورانی از ۱۵۰۰۰ به ۲۵۰۰۰ دور بر دقیقه کاهش زبری سطح مشاهده می‌شود.

۶. با افزایش گام عرضی از 0.3D به 0.7D، اگرچه نرخ برداشت ماده بیشتر می‌شود اما زبری سطح افزایش می‌یابد.

۷. کمترین زبری سطح مربوط به ابزار دو پر ماریچ، قطر ۳ میلی‌متر، سرعت دورانی ۲۵۰۰۰ دور بر دقیقه، سرعت

مراجع

- [1] A. A. Krimpenis, N. A. Fountas, T. Mantziouras, and N. M. Vaxevanidis, "Optimizing CNC wood milling operations with the use of genetic algorithms on CAM software," *Wood Material Science & Engineering*, vol. 11, no. 2, pp. 102-115, 2014.
<https://doi.org/10.1080/17480272.2014.961959>
- [2] S. Bharathi Raja, and N. Baskar, "Particle swarm optimization technique for determining optimal machining parameters of different work piece materials in turning operation," *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, vol. 54, no. 8, pp. 445-463, 2011. <https://doi.org/10.1007/s00170-010-2958-y>
- [3] A. Sutcu, and U. Karagoz, "The influence of process parameters on the surface roughness in aesthetic machining of wooden edge-glued panels (EGPs)," *BioResources*, vol. 8, no. 4, pp. 5435-5448, 2013.
- [4] A. A. Krimpenis, and M. Chrysikos, "3D parametric design and CNC manufacturing of custom solid wood electric guitars using CAD/CAM technology," *Wood Material Science & Engineering*, vol. 14, no. 2, pp. 66-80, 2019.
<https://doi.org/10.1080/17480272.2017.1379035>
- [5] H. Pelit, M. Korkmaz, and M. Budakç, "Surface roughness of thermally treated wood cut with different parameters in CNC router machine," *BioResources*, vol. 16, no. 3, pp. 5133-5147, 2021.
- [6] M. Sedlecký, M. Kvietková, and R. Kminiak, "Medium-density fiberboard (MDF) and edge-glued panels (EGP) after edge milling-surface roughness after machining with different parameters," *BioResources*, vol. 13, no. 1, pp. 2005-2021, 2018.
- [7] H. Pelit, and Ö. Yaman, "Influence of processing parameters on the surface roughness of solid wood cut by abrasive water jet," *BioResources*, vol. 15, no. 3, pp. 6135-6148, 2020.
- [8] A. Jankowska, "Understanding of surface roughness of wood based on analysis its structure and density," *Annals of WULS Forestry and Wood Technology*, vol. 111, pp. 27-31, 2020. doi: 10.5604/01.3001.0014.6421)
- [9] E. Hazir, and K. H. Koc, "Optimization of wood machining parameters in CNC routers: Taguchi orthogonal array based simulated angling algorithm," *Maderas. Ciencia y tecnología*, vol. 21, no. 4, pp. 493-510, 2019.
<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-221X2019005000406>
- [10] M. Aghakhani, A. Khazaeian, and M. Madhoshi, "Different CNC machining condition of paulownia wood by CNC; Influence on the abbot roughness parameters," *Iranian Journal of Wood and Paper Science Research*, vol. 28, no. 2, pp. 301-312, 2013. (In persian). <https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2935>

