

تهیه نانوکامپوزیت TiO_2/Sb بر روی بستر نانولوله‌ی کربنی چند دیواره کربوکسیله و بررسی ویژگی فتوکاتالیستی در تخریب رنگ‌های آزو

مهیا محمدی^۱, شهرام مرادی^{۲*}, سید علی وزیری^۳ و مریم نوذری^۴

- ۱- کارشناس ارشد مهندسی پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
۲- دانشیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
۳- استادیار مهندسی پلیمر، گروه مهندسی پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
۴- دانشجوی دکترا شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

دریافت: مرداد ۱۳۹۴، بازنگری نخست: مهر ۱۳۹۴، بازنگری دوم: آبان ۱۳۹۴، پذیرش: آذر ۱۳۹۴

چکیده: با لایه‌گذاری پیش ماده نیتانیم تتراتیزیو پروپوکساید ویژگی (TTiP) و دوپه شده با فلز آنتیموان (Sb) به روی نانولوله‌های کربنی چند دیواره کربوکسیله (MWCNT-COOH) و انجام کلسینه شدن، کامپوزیت‌های MWCNT-COOH/TiO₂/Sb و MWCNT-COOH/TiO₂/Sb تهیه شدند و از آن‌ها در تخریب فتوکاتالیتیکی رنگ‌های متیل اورانٹ استفاده شد. عامل‌های دمای کلسینه و درصد نانولوله‌های کربنی از عوامل موربدبررسی در این پژوهش بودند. شناسایی عامل‌های ساختاری نانوکامپوزیت از جمله ریخت‌شناسی سطح و اطمینان از حضور دوپه شونده به کمک میکروسکوپ الکترونی پوشش بودند. EDAX صورت گرفته و اندازه‌گیری سایز ذرات و بررسی فازهای تشکیل شده با روش پراش پرتو ایکس (XRD) (FE-SEM) مجهز به دستگاه انجام شد. همچنین حضور گروه‌های عاملی با استفاده از FT-IR مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، تخریب فتوشیمیایی محلول متیل اورانٹ به عنوان مدل آلائینه از رنگ‌های آزو با استفاده از لامپ UVc انجام شد. نتیجه‌های به دست آمده نشان می‌دهد که فرایند تخریب با تابش نور UVc در حضور کاتالیست دوپه شده در مقایسه با حالت پایه TiO₂ بسیار سریع‌تر و از مقدار کاتالیست مصرفی به مقدار چشمگیری کاسته شد. همچنین بهترین زمان تخریب فتوکاتالیستی ۳۵ دقیقه برای نانوکامپوزیت MWCNT-COOH/TiO₂/Sb و ۲۵ دقیقه برای نانوکامپوزیت MWCNT-COOH/TiO₂/Sb بود.

واژه‌های کلیدی: نانو فتوکاتالیست، نانولوله کربنی، نیتانیم دی اکساید، آنتیموان، نانوکامپوزیت

مقدمه

هنگامی که فتوکاتالیست در مجاورت تابش نور قرار می‌گیرد،

استفاده از فتوکاتالیست‌ها به عنوان یکی از روش‌های مورداستفاده برای از بین بردن آلودگی‌های محیط زیست به ویژه آلودگی‌های ناشی از ترکیب‌های آلی به وسیله‌ی دانشمندان پیشنهاد می‌شود [۱ تا ۲].


گذاری آن با نانولوله‌های کربنی است که فراورده به دست آمده در کنار ویژگی فتوکاتالیستی، ویژگی‌های ویژه نانولوله‌های کربنی را نیز به همراه دارد.

نانولوله‌های کربنی با داشتن سطح ویژه بالا منجر به افزایش سرعت واکنش کاهش در فرایند فتوکاتالیستی می‌شوند. همچنین، لایه گذاری تیتانیا با نانولوله‌های کربنی باعث افزایش فاصله‌ی بین الکترون حفره شده به عبارتی برگشت الکترون به حفره را به تأخیر می‌اندازد که این مسئله باعث افزایش فعالیت فتوکاتالیستی می‌شود [۱۳ تا ۱۶]. نانولوله‌ها به دو دسته تک دیواره (SWNT) و چند دیواره (MWNT) تقسیم می‌شوند. در طی فرایند کربوکسیله کردن، گروه‌های عامل کربوکسیلیک اسید بر روی دیواره و سر نانولوله‌های کربنی می‌نشینند [۲۰ تا ۲۵].

روش‌های متعددی برای سنتر TiO_2 دوپه شده وجود دارد. یکی از این روش‌ها سل-ژل است که در این روش، یون‌های دوپه شونده نخست طی آبکافت روی سطح TiO_2 جذب می‌شوند و در مرحله کلسینه شدن تعدادی از این یون‌ها وارد شبکه بلوری TiO_2 می‌شوند. این کار باعث کاهش گاف انرژی در TiO_2 شده و درنتیجه ویژگی خود تمیز شوندگی آن در طول موج‌های بلندتر دیده می‌شود. به دلیل تفاوت در شاعر یونی، طول عمر حفره و الکترون نیز زیاد شده که خود باعث افزایش ویژگی خود تمیز شوندگی می‌شود [۲۶ تا ۲۷].

در این پژوهش در ابتدا یک بستر مناسب برای ارتقا سطح مؤثر کاتالیست ایجاد شده و نانوکامپوزیت‌های $MWCNT-COOH/TiO_2$ با روش سل-ژل و با استفاده از مقدارهای مختلف نانولوله‌های کربنی کربوکسیله شده (MWCNT-COOH) و پیش ماده تیتانیم ترا ایزو پروپوکساید خالص (TTiP) سنتر شده و در دو دمای ۴۵۰ و ۶۰۰ °C گلسانیه شدند. پس از بررسی گروه‌های عاملی، ریخت سطح، ترکیب فازهای به دست آمده و اندازه ذرات، ویژگی فتوکاتالیستی نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و بهترین ترکیب از نظر کمترین زمان تخریب شناسایی شد. در مرحله دوم نانوکامپوزیت دوپه شده با آنتیموان سنتر شده و ویژگی فتوکاتالیستی مورد بررسی قرار گرفت.

قوی است. این اکسیدکننده به عنوان عامل تخریبی برای برخی آلاینده‌های آلی به شمار می‌رود. همچنین الکترون‌هایی که ایجاد می‌شوند، می‌توانند آلاینده‌های رنگی را احیا کنند. این الکترون‌ها از طرفی می‌توانند با O_2 موجود در سطح تیتانیا یا محلول در آب واکنش داده و آن را به رادیکال آئیون سوپر اکسید (O_2^-) تبدیل کنند (شکل ۱) [۱۰ تا ۱۳].

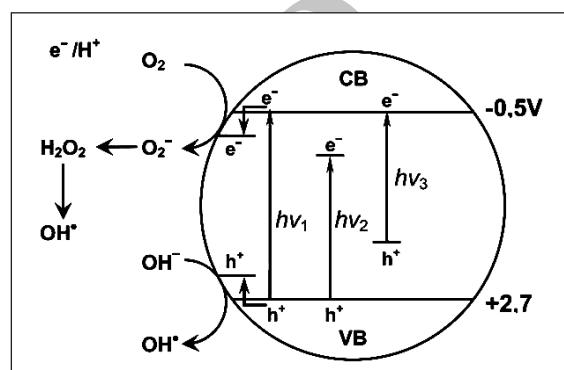

شکل ۱ سازوکار فتوکاتالیستی TiO_2 : TiO_2 ; $h\nu_1$; TiO_2 : $h\nu_2$ دوپه شده با فلز، TiO_2 : $h\nu_3$ دوپه شده با غیرفلز

کمپلکس‌های فلزی و کاتالیست‌های نیمرسانا به عنوان مواد فتوکاتالیستی شناخته شده‌اند. در این میان دی‌اکسید تیتانیم (TiO_2), به دلیل ویژگی‌های متمایزش، شایع‌ترین فتوکاتالیست نیمرساناست [۱۰ تا ۱۳].

اهمیت فتوکاتالیست‌ها در خصلت تخریبی، مصرف انرژی کم، شرایط مالایم، کنترل آسان و کاربردی بودن فرایند است [۱۱ تا ۱۳]. برای به دست آوردن TiO_2 با ویژگی فتوکاتالیستی زیاد غلبه بر سه مشکل از جمله: توانایی جذب کردن طیف مربی، جلوگیری از ترکیب مجدد بارهای جدا شده و کاهش گاف انرژی مطرح است. یکی از روش‌های کاهش گاف انرژی دوپه کردن TiO_2 با فلزاتی مانند Pt, Cu, Fe, Mo, Au و نافلزاتی از قبیل S, N و C است [۱۲ تا ۱۵]. گزارش‌هایی از بررسی اثرات دوپه کردن Sb در ساختار TiO_2 در چند سال اخیر منتشر شده است [۱۶ تا ۱۸].

روشی دیگر برای افزایش ویژگی فتوکاتالیستی TiO_2 ، لایه

بخش تجربی مواد و دستگاهها

مولی ۰,۳: ۰,۲ ml (۱) اتانول به همراه ۰,۳ ml نیتریک اسید و ۱,۵ ml آب یون‌زدایی شدن با هم مخلوط و ۱۰ دقیقه هم زده شد.

محلول دوم به محلول اول افزوده شده و پس از آن MWCNT-COOH به مقدار مشخص به سامانه افزوده و پخش شد. مخلوط به دست آمده به مدت ۷۲ ساعت در دمای اتاق نگهداری شد تا فرایند ژل شدن تکمیل شود. ژل به دست آمده در آون با دمای ۴۰ °C خشک شده و در کوره به مدت ۴ ساعت در دمای ۴۵ °C گرماداده و کلسینه شد. لازم به ذکر است که نمونه‌ای از نانوفتوکاتالیست TiO_2 بدون افزودن نانولوله کربنی به منظور امکان مقایسه میان زمان‌های به دست آمده برای تخریب فتوکاتالیستی نیز سنتز شد. شماره نمونه‌ها به همراه مقدارهای استفاده شده در جدول شماره ۱ آورده شده است.

جدول ۱ مقدارهای استفاده شده برای سنتز نمونه‌های نانوفتوکاتالیست

دما کلسینه شدن (°C)	MWCNT-COOH (g)	TTiP (ml)	شماره نمونه
۴۵۰	۰,۰۱	۱,۵	۱
۴۵۰	۰,۰۲	۱,۵	۲
۶۰۰	۰,۰۱	۱,۵	۳
۶۰۰	۰,۰۲	۱,۵	۴

دوپه کردن فلز آنتیموان (Sb) در نانوکامپوزیت- $MWCNT-COOH/TiO_2$

در این پژوهش به منظور ارتقاء ویژگی فتوکاتالیستی فلز Sb در سامانه دوپه شده است. برای تهیه این نانوفتوکاتالیست به صورت زیر محلول اول: TTiP ۱,۵ ml، در مدت زمان ۲۰ دقیقه به ۵۰ ml اتانول مطلق افزوده و بر روی همزن به شدت هم زده شد. سپس HPC به مقدار ۰,۱ g به آن افزوده و به مدت ۱۵ دقیقه هم زده شد.

محلول دوم: محلول کلرید آنتیموان با غلظت ۰,۰۰۴ molار در اتانول تهیه شد.

محلول سوم: آب یون‌زدایی شده، نیتریک اسید، اتانول به نسبت مولی ۰,۳: ۰,۲ ml (۱) اتانول به همراه ۰,۳ ml نیتریک اسید

مواد مورد استفاده در پژوهش عبارت‌اند از: تیتانیم تترا ایزو پروپوکساید (TTiP، ۹۹,۵٪)، نانولوله‌های کربنی کربوکسیله شده (MWCNT-COOH (OD<8nm, L~30μm, purity>95٪)، اتانول مطلق (C₂H₅OH، ۹۹٪)، نیتریک اسید (HNO₃، ۶۵٪)، هیدروکسی پروپیل سلولز (HPC)، آنتیموان تری کلراید (SbCl₃) و متیل اورانث (MO). تمامی مواد از شرکت Merck تهییه شده است.

برای بررسی پیوندهای موجود در نمونه از دستگاه FT-IR با مدل Thermo Nicolet Nexus 870 در گستره ۴۰۰۰ cm⁻¹ تا ۴۰۰ cm⁻¹ استفاده شد، برای بررسی فازهای تشکیل شده در نمونه‌ها به صورت کیفی از XRD استفاده شده است. دستگاه مورد استفاده مدل SCIFERT-3003 PTS و لامپ به کار رفته در این دستگاه مربوط به کاتد مس بود.

برای ریخت‌شناسی سطح نانوفتوکاتالیست‌های سنتزی از میکروسکوپ FE-SEM مدل MIRA3 TESCAN استفاده شده است. منبع تابش مورداستفاده، لامپ مدادی UVc (۵W) ساخت کمپانی Hach کشور آمریکا بود. از دستگاه اسپکتروفوتومتر مدل Cary 100 UV-Vis برای بررسی میزان جذب آلاینده استفاده شده است.

روش‌ها

ساخت نانوکامپوزیت‌های $MWCNT-COOH/TiO_2$ برای ساخت نانو کامپوزیت $MWCNT-COOH/TiO_2$ محلول با شرایط زیر تهیه شد [۲۲]:

محلول اول: TTiP و اتانول با نسبت مولی ۱:۷۵ از ۱,۵ ml تیتانیم تترا ایزو پروپوکساید به همراه ۷۰ ml اتانول (g/gsol) روی همزن به شدت هم زده شد. سپس HPC به مقدار ۰,۰۹ × ۱۰^{-۵} g به آن افزوده شده و به مدت ۱۵ دقیقه هم زده شد. محلول دوم: آب یون‌زدایی شدن، نیتریک اسید، اتانول با نسبت

نتیجه‌ها و بحث

بررسی طیف FT-IR

شکل شماره ۳ طیف‌های FT-IR به دست آمده از نمونه‌های سنتز شده را نشان می‌دهد.

پیک‌های موجود در 550 cm^{-1} تا 700 cm^{-1} نشان‌دهنده ارتعاش خمشی پیوند $Ti-O-Ti$ و ارتعاش خمشی بیوند $O-Ti-O$ است. پیک‌هایی که در 1160 ، 1240 و 1480 cm^{-1} مشاهده می‌شوند نمایانگر گروه $C-O$ است که در طی فرایند ساخت به طور کامل خارج نشده‌اند. در طی فرایند آبکافت TTiP مقدار زیادی ایزوپروپیل الکل تولید شده و باعث ظهر پیوند هیدروکسیل در سطح و پیک پهن در ناحیه 3430 cm^{-1} که مربوط به ارتعاش کشنی OH است می‌شود [۳۰].

پیک‌های موجود در نواحی 1153 ، 1212 و 1480 cm^{-1} مربوط به پیوند $Ti-OH$ است. پیک موجود در ناحیه 1636 cm^{-1} به دلیل جذب مولکول‌های آب است که پس از فرایند سل – ژل به طور کامل از محیط خارج نشده‌اند. همچنین پیک‌های نواحی 1635 تا 1620 cm^{-1} مربوط به ارتعاش کشنی گروه هیدروکسیل که به صورت فیریکی جذب شده‌اند، است.


پیک ناحیه 450 cm^{-1} نیز شاخص فاز آناتاز است. که در شکل ۳-ب به دلیل تشکیل درصد بالای فاز آناتاز این پیک مشاهده می‌شود.

بررسی الگوهای پراش پرتو/ایکس نانوکامپوزیت‌های $MWCNT-COOH/TiO_2$


با توجه به حساسیت دمایی شبکه‌ی بلوری در اثر شرایط تولید با دو فاز آناتاز و روتایل روبه‌رو هستیم که بررسی الگوهای XRD نمونه‌های وجود ساختارهای فوق را تأیید می‌کند در هر نمونه با توجه به معادله‌ی شر اندازه بلورها در حدود 31 nm به دست آمد. با توجه به الگوهای به دست آمده فاز غالب در تمامی نمونه‌ها فاز آناتاز است (JCPDS: 01-084-1285) شکل ۴ نشان‌دهنده الگوی XRD نمونه‌های شماره ۲ و ۴ است. شکل ۴-ج نشان‌دهنده الگوی XRD نانوکامپوزیت $MWCNT/TiO_2/Sb$

و 1.5 ml آب یون‌زدایی شده با هم مخلوط شده و 10 دقیقه هم زده شد. سپس محلول آنتیموان با نسبت مولی 0.00136 mol/l به محلول سوم افزوده شد (3 ml محلول الکلی آنتیموان). محلول دوم و سوم به محلول اول افزوده و سپس 0.02 g گرم از MWCNT-COOH به این مخلوط افزوده شد. پس از آن به مدت 72 ساعت در دمای اتاق نگهداری شد تا به صورت ژل درآید. ژل به دست آمده در آون خشک و سپس در کوره به مدت 4 ساعت در دمای 600°C گرماداده شد.

بررسی ویژگی فتوکاتالیستی برای بررسی ویژگی فتوکاتالیستی از لامپ مدادی UVc راکتور طراحی شده‌ای به حجم 25 ml از نوع بسته استفاده شد. راکتور رنگ شده و با پوشش مناسبی پوشانده شد (شکل ۲). افزون بر آن یک محفظه چوبی برای اطراف آن ساخته شد تا از خروج نور جلوگیری شود. 0.01 g گرم نانو فتوکاتالیست به 25 ml محلول 5 ppm از متیل اورانثر افزوده و قبل از نوردهی به مدت 15 دقیقه در دستگاه فراصوت قرار داده شد تا سوسپانسیون یکنواخت و همگن تشکیل شود. همچنین نمونه شاهد حاوی 0.01 g نانوفتوکاتالیست به همراه 25 ml آب مقطر تهیه شده و قبل از آزمایش فراصوت شد. جذب اولیه با استفاده از دستگاه Cary UV-Vis 100 SPEctropHotometer (UV-Vis) در طول موج مربوط به بیشینه جذب متیل اورانثر (λ_{max} برابر با 465 nm) خوانده شده و نوردهی آغاز شد. در بازه‌های زمانی متنابض نمونه‌گیری انجام شده و جذب خوانده شد.

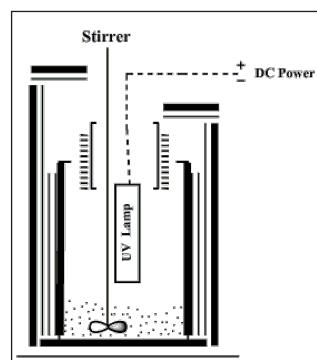


شکل ۲ راکتور واکنش فتوکاتالیست

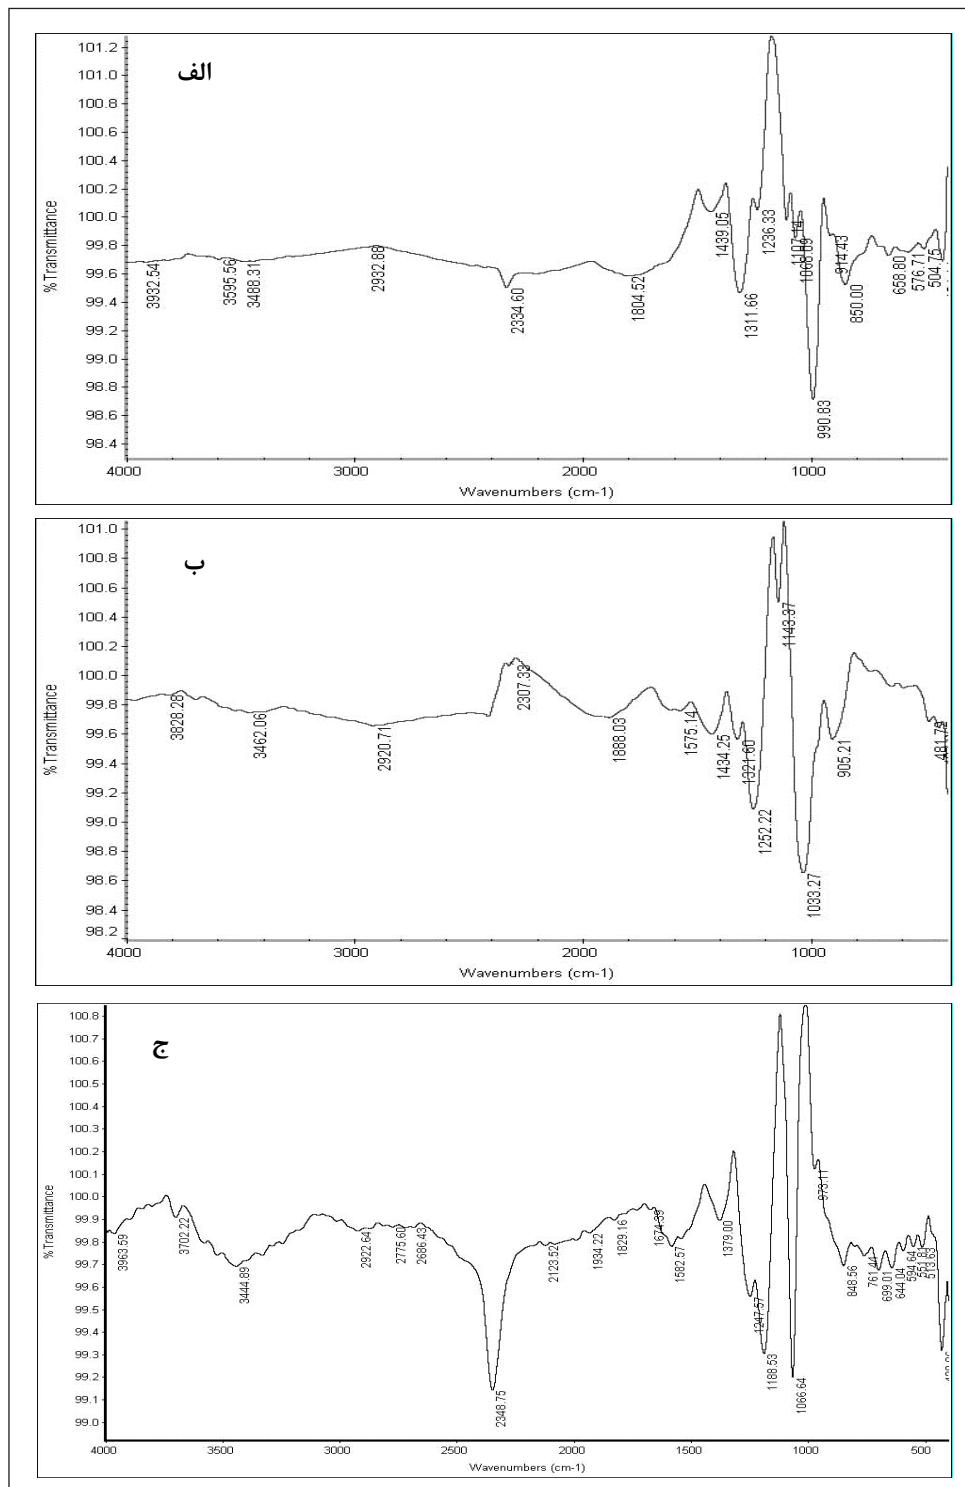

شکل ۳ طیف FT-IR نانو کامپوزیت‌های تهیه شده: (الف) نمونه شماره ۲ MWCNT-COOH /TiO₂ تهیه شده در ۴۵۰ °C، (ب) نمونه شماره ۴ MWCNT-COOH/TiO₂/Sb تهیه شده در ۶۰۰ °C و (ج) نمونه شماره ۴ دوبه شده با آنتیموان

ویژگی فتوکاتالیستی می‌شود (شکل ۵).

طیف‌های EDX نمونه‌های EDX MWCNT-COOH/ TiO_2 و MWCNT-COOH/ TiO_2/Sb در شکل‌های ۶ و ۷ آورده شده‌اند. همان‌گونه که مشاهده می‌شود عنصرهای مربوط به این نمونه‌ها مشخص شده‌اند. وجود طلا مربوط به پوشش‌دهی نمونه‌ها پیش از قرار گرفتن در میکروسکوپ است. درصد وزنی عنصرها در نمونه‌ها در جدول‌های ۵ و ۶ آورده شده‌اند.

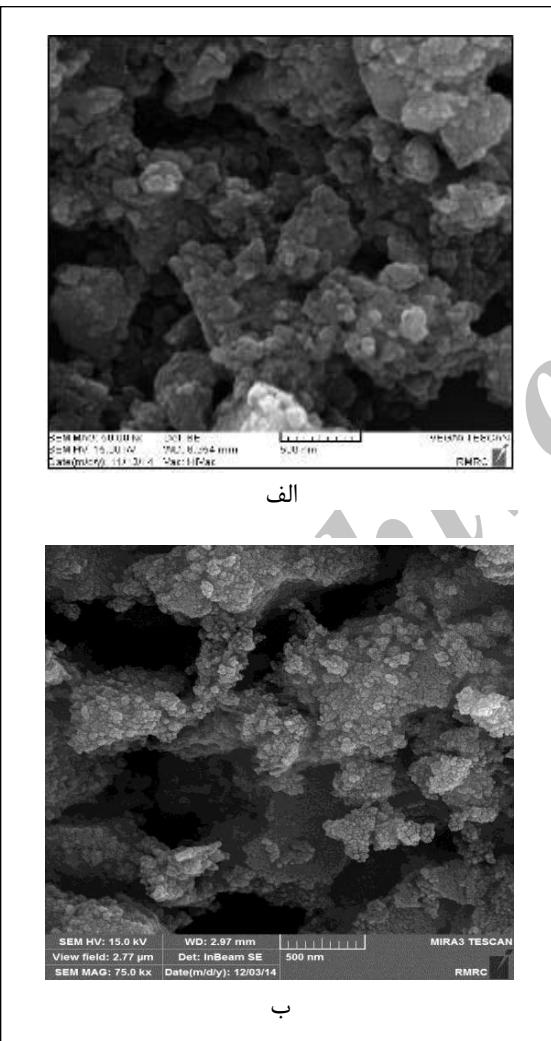

شکل ۵ تصویرهای FE-SEM (الف) نمونه شماره ۴، نانوکامپوزیت MWCNT-COOH/ TiO_2 (تهیه شده در $600^{\circ}C$) و (ب) نمونه شماره ۴ MWCNT-COOH/ TiO_2/Sb دوپه شده با آنتیموان

در دمای $600^{\circ}C$ است. میانگین اندازه‌ی این ذرات بر اساس معادله‌ی شرر [۲۶] 20 nm به دست آمد. همچنین درصد فاز آناتاز با استفاده از تعیین پیک شاخص فاز آناتاز و تعیین درصد شدت پیک‌های مربوط به فاز آناتاز نسبت به شدت پیک‌های کل محاسبه شد. درصد فاز آناتاز برابر با 86.05% به دست آمد. پیک‌هایی که در زاویه‌های $53.8^{\circ}, 47.5^{\circ}, 37.5^{\circ}, 25.2^{\circ}$ و 54.9° قرار دارند مربوط به فاز آناتاز بوده و بنابراین، فاز اصلی آناتاز است و پیک‌های موجود در زاویه‌های 30.2° و 55° پیک‌های شاخص مربوط به فاز $SbTi_{2.5}$ است. پیک آناتاز در نمونه شماره ۴ نسبت به دو نمونه دیگر شدت بیشتری داشته و اندازه بلورها در نمونه MWCNT-COOH/ TiO_2/Sb نسبت به دو نمونه دیگر کوچک‌تر است.


جدول ۲ فازهای بلوری و اندازه نانوذره‌های بلوری نمونه‌های تهیه شده

نمونه	درصد فازها	اندازه بلورها (nm)	فازهای تشکیل شده
۲	۸۶.۰۵	۲۹.۸	TiO_2 Antase
۴	۱۰۰	۳۱.۴	TiO_2 Antase
۴ دوپه شده با آنتیموان	۶۸.۹۸	۲۰.۳	TiO_2 Antase
	۳۱.۰۲	۴۴.۷	$SbTi_{2.5}$

بررسی تصویرهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM) نمونه‌ها

تصویرهای FE-SEM سطح نمونه‌ها پس از مراحل بارگذاری TiO_2 بر روی MWCNT-COOH و کلسینه شدن، بیانگر ایجاد تغییر رنگ ریخت نمونه‌هاست. این تصویرها نشان می‌دهد که ذره‌های تشکیل شده حالت خوش‌های و بهم چسبیده ریز و درشت کروی هستند. این تصویرها بیانگر این است که اندازه‌ی به دست آمده در مقیاس نانو هستند.

تصویر FE-SEM مربوط به نمونه دوپه شده با آنتیموان نشان می‌دهد که ذرات به خوبی از یکدیگر جدا و پراکنده شده‌اند. این پراکندگی باعث نفوذ بهتر آنتیموان در میان ذرات و بهمود

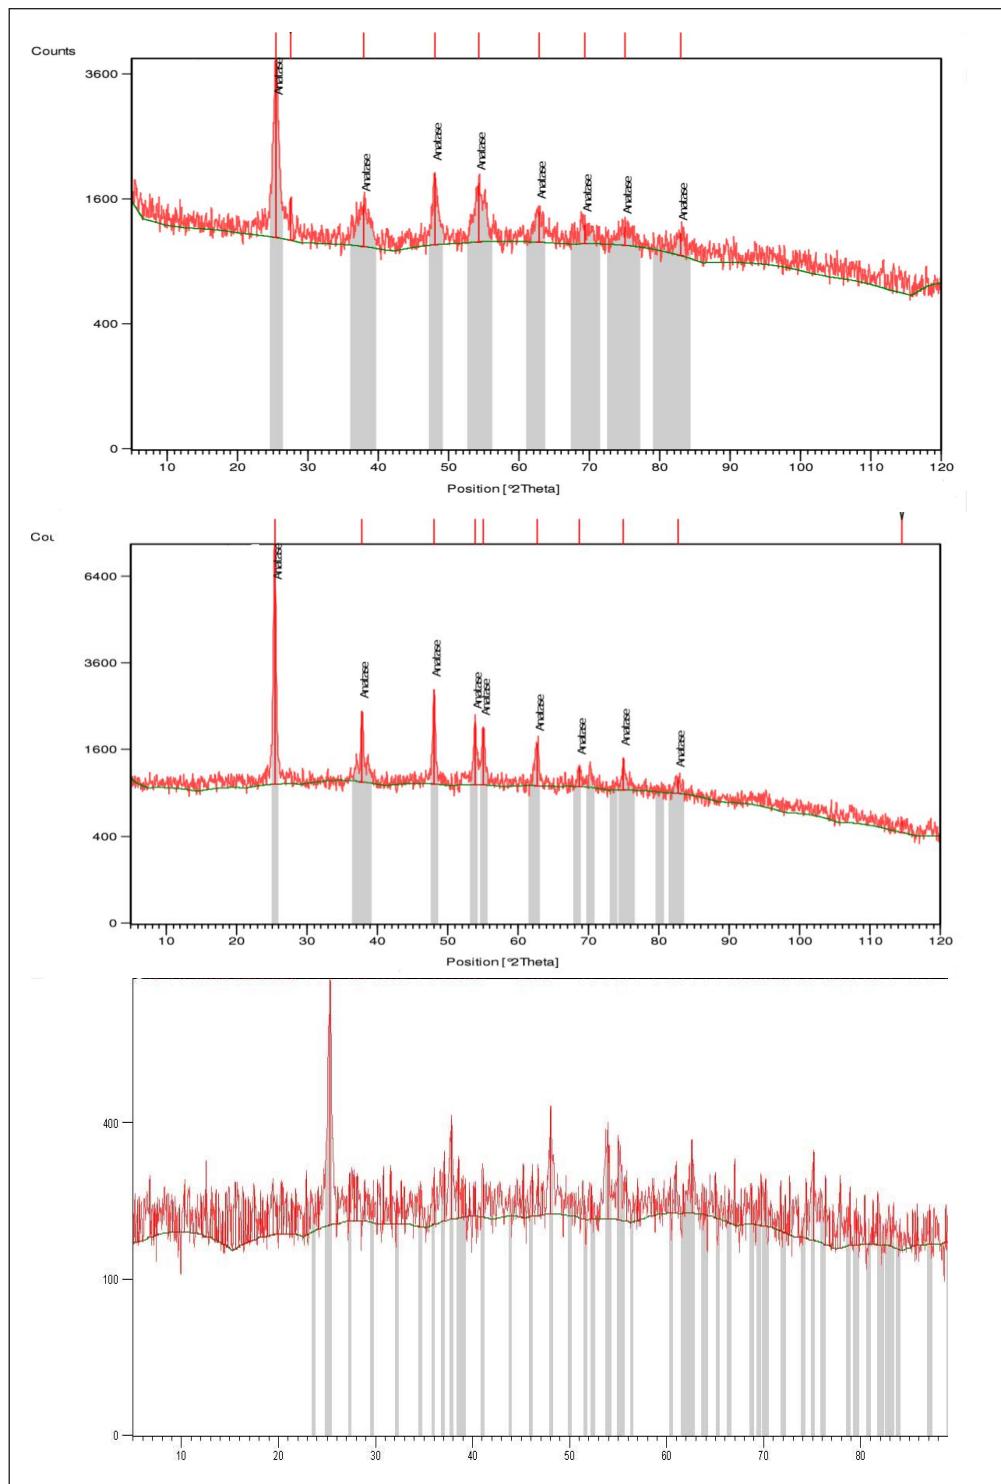

شکل ۴ (الف) الگوی XRD نمونه شماره ۲، نانوکامپوزیت $\text{MWCNT-COOH}/\text{TiO}_2$ ($15-45^\circ\text{C}$)، (ب) الگوی XRD نمونه شماره ۴، نانوکامپوزیت $\text{MWCNT-COOH}/\text{TiO}_2/\text{Sb}$ ($15-45^\circ\text{C}$) و (ج) الگوی XRD نمونه شماره ۴ دوپه شده با آنتیموان $\text{MWCNT-COOH}/\text{TiO}_2/\text{Sb}$ (600°C)


تهیه نانوکامپوزیت TiO_2/Sb بر روی بستر نانولوله‌ای ...

جدول ۶ تجزیه عنصری نمونه MWCNT-COOH/TiO₂/Sb با EDX


خط طیفی	درصد وزنی	درصد اتمی	عنصر
K α	۹۸,۹۹	۹۹,۶۰	Ti
K α	۱,۰۱	۰,۴۰	Sb

جدول ۵ تجزیه عنصری نمونه MWCNT-COOH /TiO₂ با EDX

خط طیفی	درصد وزنی	درصد اتمی	عنصر
K α	۸۰,۲۹	۶۶,۲۴	Ti
K α	۱۹,۷۱	۳۳,۷۶	C

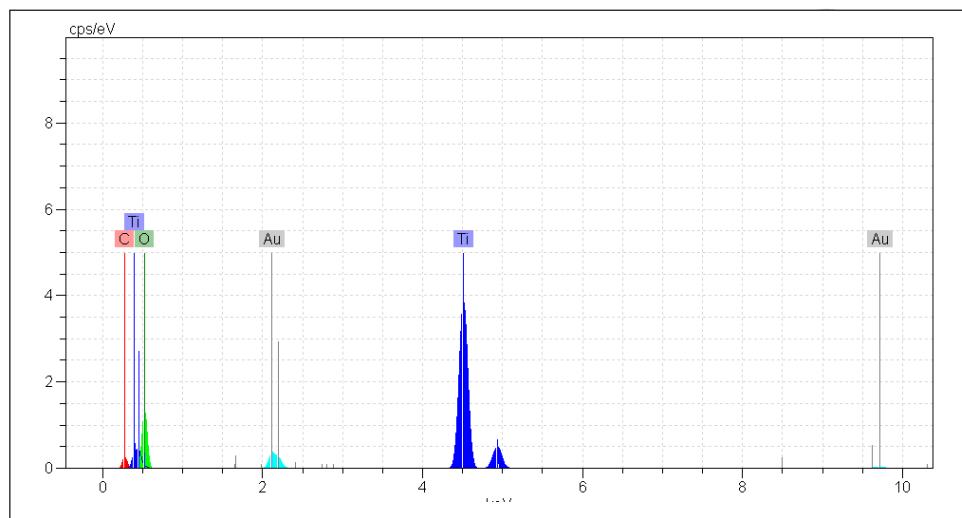

شکل ۶ طیف EDX مربوط به نمونه MWCNT-COOH/TiO₂

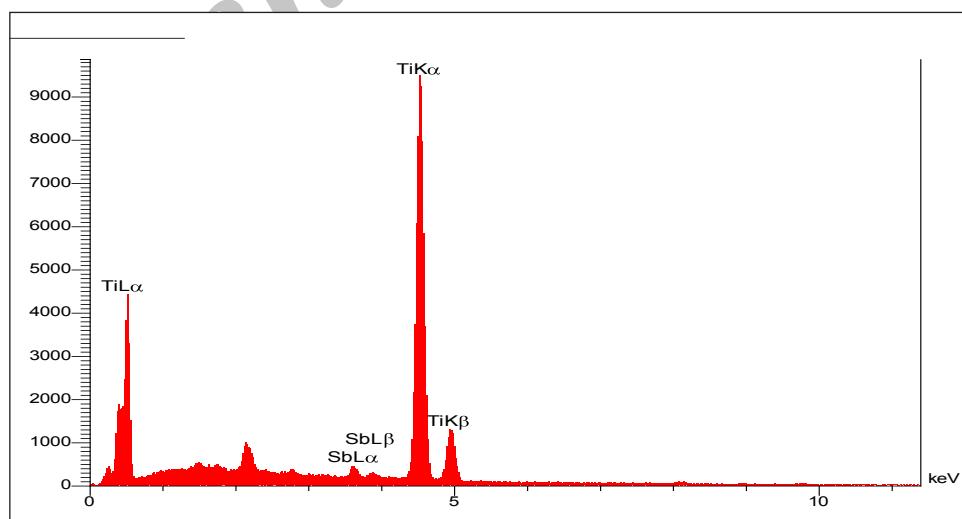


شکل ۷ طیف EDX مربوط به نمونه MWCNT-COOH/TiO₂/Sb

این گونه توجیه کرد که در دمای ۲۰۰ تا ۲۵۰°C فرایند اکسایش بر روی تیتانیم ایزو پروپوکساید انجام و در دمای ۳۵۰°C ذرات تیتانیم اکسید به صورت بی‌شکل (آمورف) تشکیل می‌شود. با افزایش دما از ۳۵۰ تا ۵۵۰°C ساختار آمورف ذرات تیتانیم اکساید تبدیل به ساختار آناتاز می‌شود و از دمای ۶۰۰°C به بعد این ساختار تبدیل به روتایل می‌شود. نانولوله‌های کربنی نیز تا دمای ۴۵۰°C ثابتیت می‌شوند و بعد از آن شروع به تخریب می‌کنند به صورتی که در ابتدا در دمای حدود ۵۰۰°C ترکیبات چند دیواره‌ها تخریب شده و در دماهای بالاتر این دیواره‌ها کوچک‌تر شده و درنهایت به CO_2 تبدیل می‌شوند. خواص فتوکاتالیستی این نمونه‌ها در دمای محیط بررسی شد.


بررسی ویژگی فتوکاتالیستی

برای بررسی قدرت و زمان تخریب نانوفتوکاتالیست‌های تهییه شده از متیل اورانٹ به عنوان آلاینده آزو استفاده شد. نتیجه‌های به دست آمده از بررسی در شکل ۸ آورده شده‌اند. نتیجه‌های به دست آمده نشان می‌دهد که نمونه‌های تهییه شده در دمای ۶۰۰°C به دلیل دارا بودن فاز آناتاز بیشتر نسبت به نمونه‌های تهییه شده در ۴۵۰°C تخریب آلاینده متیل اورانٹ را در زمان کمتر و در ۳۵ دقیقه انجام داده‌اند. درنتیجه بهترین دمای کلسینه شدن برای دستیابی به ویژگی فتوکاتالیستی بهتر در مورد نمونه‌های تهییه شده، دمای ۶۰۰°C است. به طور کلی دمای کلسینه شدن نمونه‌های تهییه شده را می‌توان

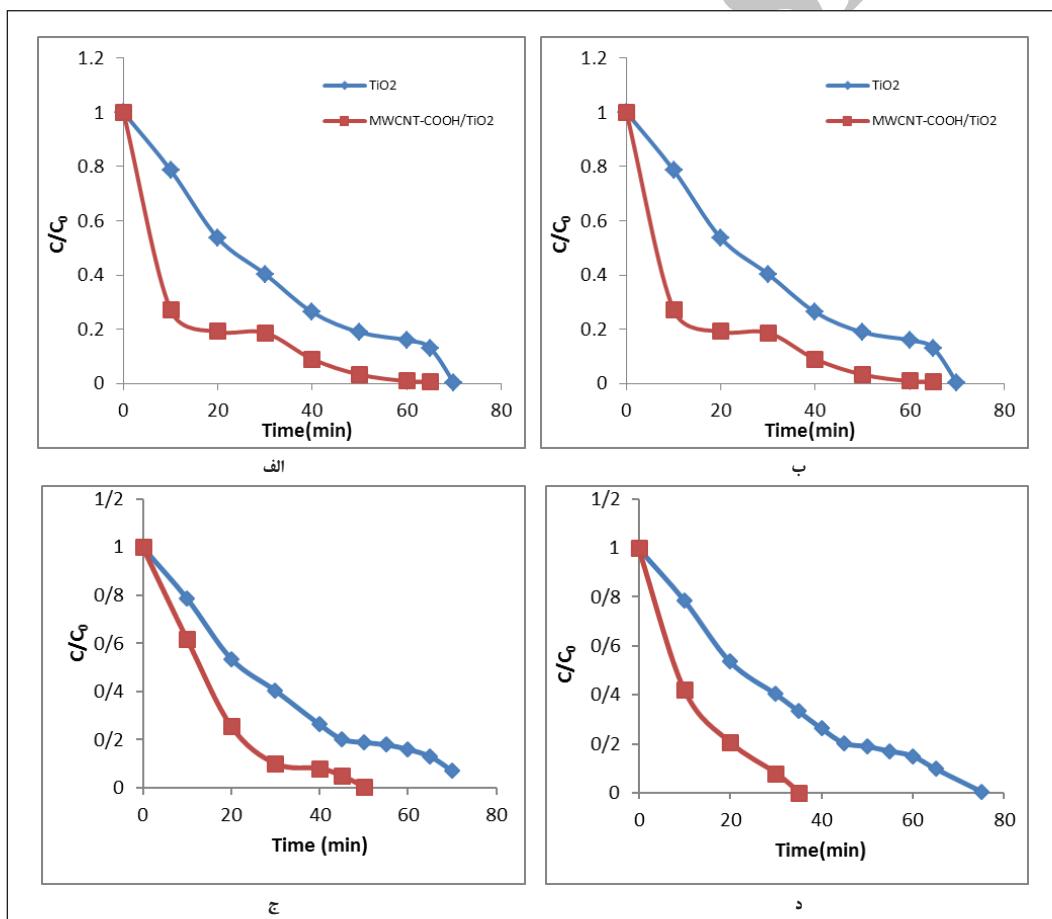

شکل ۸ ویژگی فتوکاتالیستی نمونه‌های سنتز شده: (الف) نمونه شماره ۱ $\text{MWCNT-COOH}/\text{TiO}_2$ (تهییه شده در دمای ۴۵۰°C و شامل ۱٪ گرم نانولوله کربنی)، (ب) نمونه شماره ۲ $\text{MWCNT-COOH}/\text{TiO}_2$ (تهییه شده در دمای ۴۵۰°C و شامل ۰.۰۲ گرم نانولوله کربنی)، (ج) نمونه شماره ۳ $\text{MWCNT-COOH}/\text{TiO}_2$ (تهییه شده در دمای ۶۰۰°C و شامل ۰.۰۲ گرم نانولوله کربنی) و (د) نمونه شماره ۴ $\text{MWCNT-COOH}/\text{TiO}_2$ (تهییه شده در دمای ۶۰۰°C و شامل ۰.۰۲ گرم نانولوله کربنی)

اثر مقدار نانولوله‌های کربنی

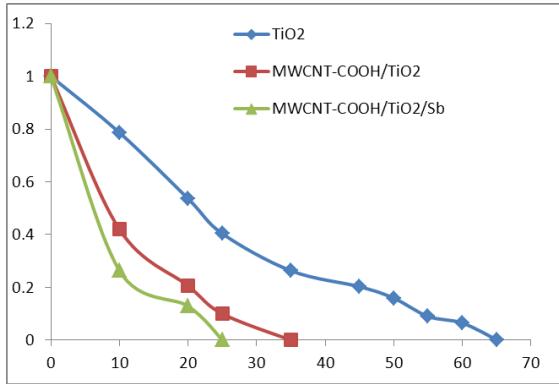

شکل ۹ مقایسه ویژگی فتوکاتالیستی نمونه‌های TiO_2 ، نمونه ۴ (MWCNT-COOH/ TiO_2) و نمونه شماره ۴ دوپه شده با آنتیموان

نتیجه‌گیری

در این پژوهه پژوهشی، ابتدا سنتز نانو فتوکاتالیست-MWCNT با درصد های وزنی متفاوت MWCNT-COOH/ TiO_2 به منظور بررسی ویژگی فتوکاتالیستی، مقدار بهینه نانولوله‌ای کربنی برای تخریب آلاینده آزو، $g/0.02$ و دمای کلسینه شدن نمونه $600^{\circ}C$ است.

نتیجه‌های به دست آمده نشان می‌دهد که برای ساخت نانوکامپوزیت $MWCNT-COOH/TiO_2$ به منظور بررسی ویژگی فتوکاتالیستی، مقدار بهینه نانولوله‌ای کربنی برای تخریب آلاینده آزو، $g/0.02$ و دمای کلسینه شدن نمونه $600^{\circ}C$ است. در این صورت بهترین زمان تخریب به دست آمده ۳۵ دقیقه است. دوپه شدن فلز آنتیموان باعث کاهش اندازه ذرات و افزایش ویژگی فتوکاتالیستی شده و زمان تخریب را تا ۲۵ دقیقه کاهش می‌دهد. درنتیجه استفاده همزمان از نانولوله‌های کربنی و دوپه کردن عصرها می‌تواند روشی مفید برای کاهش دادن زمان تخریب رنگ‌های آزو با استفاده از نانو فتوکاتالیست‌های بر پایه TiO_2 باشد.

نتیجه‌های به دست آمده نشان می‌دهد که با افزایش مقدار نانولوله‌های کربنی ویژگی فتوکاتالیستی افزایش یافته و آلاینده در زمان کمتری تخریب می‌شود. حضور گروههای عاملی کربوکسیلیک اسید باعث افزایش برهمکنش‌ها در سامانه و همچنین منجر به پخش شدن نانولوله‌های کربنی در مخلوط می‌شود. اثر نانولوله‌های کربنی به این صورت است که نانولوله‌های کربنی با داشتن سطح ویژه بسیار بالا و مکان‌های فعال با کیفیت بالا منجر به افزایش سرعت واکنش کاهش در فرایند فتوکاتالیستی می‌شوند و همچنین باعث افزایش فاصله‌ی بین الکترون-حفره شده به طوری که برگشت الکترون به داخل حفره را به تأخیر انداخته و نوار انرژی را اصلاح می‌کند که آن نیز به نوبه خود باعث افزایش ویژگی‌های فتوکاتالیستی می‌شود. بهترین زمان تخریب به دست آمده ۳۵ دقیقه برای نمونه چهارم است.

اثر دوپه شدن فلز آنتیموان بر ویژگی فتوکاتالیستی پس از به دست آوردن مقدارهای بهینه نانولوله کربنی و همچنین دمای کلسینه شدن، در مرحله‌ی بعدی فلز آنتیموان در ساختار نانوکامپوزیت به منظور افزایش خواص فتوکاتالیستی دوپه شد. با توجه به زمان‌های به دست آمده برای تخریب رنگ آزو، نمونه شماره ۴ سنتز شده و آنتیموان به عنوان دوپه شونده به آن افزوده شد. دوپه کردن فلز آنتیموان باعث کاهش گاف انرژی در TiO_2 شده و همچنین با کوچک‌تر شدن اندازه ذرات و افزایش سطح فعال همراه است. اندازه‌گیری ویژگی فتوکاتالیستی نشان می‌دهد که زمان تخریب کاهش یافته به ۲۵ دقیقه رسیده است. شکل ۹ نشان‌دهنده مقایسه میان زمان تخریب محلول متیل اورانز با استفاده از TiO_2 سنتز شده بدون افزودن نانولوله‌های کربنی، نمونه شماره ۴ و نمونه شماره ۴ دوپه شده با آنتیموان است.

مراجع

- [1] Coleman, H. M., Eggins, B. R., Byrne, J. A., Palmer, F. L., King, E. (2000) Photocatalytic Degradation of 17- β -oestradiol on immobilized TiO_2 , Appl. Catal. B: Environ. 24, L1-L5
- [2] Moradi dehaghi, S., Ghasemi Mobtaker, H., Ahmadi, S. J., Aberoomand azar, (2012) Investigation of coupled system effect on photocatalytic activity of TiO_2/M nanocomposite,

- Fresen. Environ. Bull., 21, 1-7
- [3] Li. H., Wang, J., Li, H., Yin, S., Sato, T. Mater. Lett., 63, 1583- 1585, 2009.
- [4] Ohno, T., Numakura, K., Itoh, H., Suzuki, H., Matsuda. T. Mater. Lett., 63, 1737- 1739, 2009.
- [5] Tian, J., Chen, L., Dai, J., Wang, X., Yin, Y., Wu, P. Ceram. Int., 35, 2261-2270, 2009.
- [6] Ahmed, M. A, J. Photochem. Photobiol. A., 238, 63- 70, (2012).
- [7] Yu. Y., Yu. J. C., Chan. C. Y., Che. Y. K., Zhao. J. C., Ding. L., Ge. W. K, Wong. P. K., Appl. Catal. B: Environ. 61, 1, 2001.
- [8] Ahmmad. B., Kusumoto. Y., Somekawa, SIke- da. M., Catal. Commun. 9, 1410, 2008.
- [9] Lee. T.Y., Alegaonkar. P. S., Yoo. J. B., Thin Solid Films 515, 5131, 2007.
- [10]Sánchez. M., Guirado. R., Rincón. M. E., J. Mater. Sci: Mater. Electron. 18, 1131, 2007.
- [11]Sakthivel. S., Neppolian. B., Shankar. M.V., Arabindoo. B., Palanichamy. M., Murugesan. V., Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 77, 65-82, 2003.
- [12]Mrowetz. M., Sell. E., J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 180, 15–22, 2006.
- [13]You. X. F., Chen. F., Zhang. J. L., Anpo. M., J. Catal. Lett. 102, 247–250, 2005.
- [14]Zhang. H., Zhu. H., J, Appl. Surf. Sci, 258, 10034- 10041, 2012.
- [15]Liu. B., Wang. X., Cai. G., Wen. L., Song. L. Y., Zhao. X., J. Hazard. Mater. 169, 1112- 1118, 2009.
- [16]T. Hakoda, K. Matsumoto, A. Mizuni, K. Hiroto, J. Appl. Catal. A: General, 357 (2009) 244- 249.
- [17]Sun. S., Ding. J., Bao. J., Gao. C., Qi. Z. M., Yang. X. Y., He. B., Li., C. X., J. Appl. Surf. Sci, 258, 5031- 5037, 2012.
- [18]Riaz. N., Chong. F. K., Dutta. B. K., Man. Z. B., Khan. M. S., Nurlaela. E., Chem, Eng. J, 185-186, 108- 119, 2012.
- [19]Wang. M., Bai. S., Chen. A., Duan. Y., Liu. Q., Li. D., Liu. Y., Electrochim. Acta, 77, 54- 59, 2012.
- [20]Lee. Y., Kim. Y., Jeong. H., Kang. M., Ind. Eng, Chem 14, 655- 660, 2008.
- [21]Moradi, S., Aberoomand –Azar, P., Raeis- Farshid, S., Abedini- Khorrami, S., Givianrad,M. H. (2012) The effect of different molar ratios of ZnO on characterization and-photocatalytic activity of TiO₂/ZnO nanocomposite, J. Saudi. Chem. Soci, in press
- [22]Nozari, M., Moradi Dehaghi, S. (2015) Synthesis, characterization and photocatalyticactivity of pure and Sb co-doped TiO₂ nano photocatalyst, Fresen. Environ. Bull., 24,3505- 3514
- [23]Guldi. D.M., Rahman. G., Zerbetto. F., Prato. M., Acc. Chem. Res., 38, 871–8, 2005.
- [24]Sgobba. V., Rahman. G., Ehli. C., Guldi. D. M., RSC Nanoscience and Nanotechnology Series, 329–79, 2006.
- [25]Bandaru. P.R., J. Nanosci Nanotechnol 7, 1239–67, 2007.
- [26]Wei. B. Q., Vajtai. R., Ajayan. P. M., J. Appl. Phys. Lett., 79, 1172, 2001.
- [27]Zdenko, S., Dimitrios. T., Konstantinos. P., Costas. G., Progress in Polymer Science, 35, 357–401, 2010.
- [28]Kumbhar. A., Chumanov. G., J. Nanopart. Res. 7, 489–498, 2005.
- [29]Zhou. W. Y., Tang. S. Q., Wan. L., Wei. K., Li. D.Y., J. Mater. Sci. 39, 1139–1144, 2004.
- [30]Aberoomand –Azar. P., Moradi Dehaghi. S., Samadi. S., Saber Tehrani. M., Givianrad. M. H., Turk. J. Chem., 35, 37-44, 2011.

Preparation of nano-composite TiO₂/Sb on substrate of carboxylated nanotubes and investigation the photocatalytic activity for degradation of azo dyes

M. Mohammadi¹, Sh. Moradi^{2,*}, A. Vaziri³ and M. Nozari⁴

1. MSc in Plymer Engineering of, Faculty of Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2. Associate Prof. of Organic Chemistry, Department of Chemistry, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3. Assistant prof. of Polymer Engineering, Department of Polymer Engineering, Faculty of Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4. PhD Student of Organic Chemistry, Department of Chemistry, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Recieved: August 2015, First Revised: October 2015, Second Revised: November 2015, Accepted: December 2015

Abstract: The nano composite of MWCNT-COOH/TiO₂ and MWCNT-COOH/TiO₂/Sb were prepared using titanium tetra isopropoxide and antimony doped on substrate of carboxylated multiwall carbon nanotubes following by calcination process. After production of the nano composites, their performance in the degradation of methyl orange dye was investigated. Two different calcination temperatures and different amounts of carbon nanotubes for degradation of azo dye were studied. The morphology of the synthesized composite and the presence of doping element were characterized by FE-SEM equipped with EDX spectroscopy and the crystalline structural properties were determined by XRD technique. Furthermore, FTIR spectrometer was used for measurements in the mid and near IR regions. The photocatalytic activities were evaluated by photocatalytic degradation of methyl orange solution as a model of azo dyes by means of UVC lamp irradiation. The results show that the photocatalytic degradation in the presence of UVC lamp by using dopant element was faster than TiO₂ nano catalyst without any dopant. Also the best degradation time was 35 min which was related to MWCNT-COOH/TiO₂ and 25 min for MWCNT-COOH/TiO₂/Sb by using 0.02 g MWCNT-COOH and the calcination temperature of 600 °C.

Keywords: Nano photocatalyst, Carbon nanotubes, Titanium dioxide, Antimony, Nano composite

*Corresponding author Email:sh_moradi@iau-tnb.ac.ir

Journal of Applied Research in Chemistry

www.SID.ir