



## بررسی سه بعدی دینامیکی و انتشار موج تنش در صفحات ضخیم مدرج تابعی در برابر بار فشاری ناشی از ضربه

حسن ظفر مند<sup>۱</sup>، مهران کدخدایان<sup>۲\*</sup>

۱- دانشجوی دکترا، مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

۲- استاد، مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

\*مشهد، صندوق پستی ۹۱۷۷۹۴۸۹۴۴، پست الکترونیکی kadkhoda@um.ac.ir

### اطلاعات مقاله

در این مقاله به بررسی و تحلیل سه بعدی دینامیکی و انتشار موج تنش در صفحات ضخیم ساخته شده از مواد مدرج تابعی در برابر بار فشاری ناشی از ضربه پرداخته شده است. خواص مکانیکی ماده (مدول الاستیسیته و چگالی) در راستای ضخامت به طور پیوسته و بر اساس تابع توزیع توانی، متغیر و ضربی پواسون ثابت فرض شده است. معادلات حرکت بر اساس نظریه الاستیسیته سه بعدی به دست آمداند و برای حل آنها در دامنه فضا و زمان از روش المان محدود مدرج سه بعدی مبتنی بر فرمولاسیون انرژی رایتی و روش نیومارک استفاده شده است. در بازگذاری دینامیکی فرض شده است که سطح فوقانی صفحه تحت بار فشاری است که با زمان به صورت خطی تغییر می کند که سیس و به صورت ناگهانی در زمانی معین بازگذاری می شود. بدینهی است که این بازگذاری به صورت یک ضربه ناگهانی عمل می کند. در ادامه، پاسخ زمانی تغییر مکان در راستای ضخامت (خبر)، تنش ها در سه جهت و سرعت انتشار موج تنش به ازای توان های مختلف ماده مدرج تابعی، شرایط مرزی گوناگون و نسبت های مختلف ضخامت به طول مورد طالعه قرار گرفته است.

مقاله پژوهشی کامل

دربافت: ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

پذیرش: ۲۳ خرداد ۱۳۹۳

ارائه در سایت: ۰۶ مهر ۱۳۹۳

کلید واژگان:

انتشار موج تنش

نظریه الاستیسیته سه بعدی

روش المان محدود مدرج سه بعدی

بار ضربه

مواد مدرج تابعی

## Three dimensional dynamic analysis and stress wave propagation in thick functionally graded plates under impact loading

Hassan Zafarmand, Mehran Kadkhodayan\*

Department of Mechanical Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran  
\*P.O.B. 9177948944, Mashhad, Iran, kadkhoda@um.ac.ir

### ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper

Received 28 April 2014

Accepted 13 June 2014

Available Online 28 September 2014

### Keywords:

Stress Wave Propagation  
Three Dimensional Elasticity Theory  
Three Dimensional Graded Finite Element Method  
Impact Loading  
Functionally Graded Materials

### ABSTRACT

In this paper the three dimensional dynamic analysis and stress wave propagation in thick functionally graded plate subjected to impact loading is studied. Material properties (elasticity modulus and density) are assumed to vary continuously through the thickness direction of the plate according to a simple power law distributions and the Poisson's ratio is assumed to be constant. The equations of motion are based on three dimensional theory of elasticity. The three dimensional Graded Finite Element Method (GFEM) based on Rayleigh-Ritz energy formulation and Newmark direct integration method has been applied to solve the equations in time and space domains. It is assumed that in dynamic loading the upper surface of the plate is subjected to a pressure load that varies linearly with time, and suddenly is unloaded at a specified time. This unloading acts as an impact loading. Afterward, the time histories of displacement through the thickness, stresses in three dimensions and velocity of stress wave propagation for different values of power law exponents, various boundary conditions and thickness to length ratios have been investigated.

رفتار مکانیکی مواد مدرج تابعی با هندسه های گوناگون و شرایط

بارگذاری متفاوت، توسط محققین بسیاری بررسی شده است. در میان هندسه های مورد بررسی، صفحات به علت کاربرد وسیع در سازه های مهندسی، از اهمیت بیشتری برخوردارند. اکثر قریب به اتفاق تحقیقاتی که در زمینه تحلیل صفحات انجام شده، مبتنی بر نظریه های دو بعدی مانند نظریه کلاسیک یا نظریه های تغییر شکل برشی است. اگرچه با استفاده از این نظریه ها مستله ساده تر و حجم محاسبات کمتر می شود، اما به علت فرضیات ساده کننده، به خصوص در صفحات ضخیم و نسبتاً ضخیم دقت جواب ها

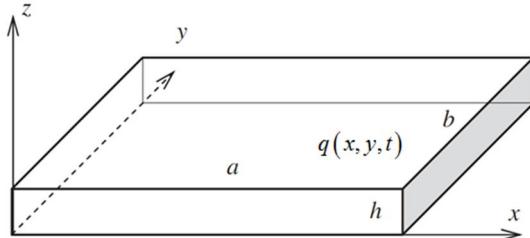
۱- مقدمه  
مواد مدرج تابعی، مواد مركب غير همگني هستند که از دو يا چند ماده مختلف تشکيل شدهاند و ترکيب يا درصد حجمي اجزاء تشکيل دهنده به طور پيوسته در امتداد يك يا دو بعد خاص متغير است، در نتيجه خواص و ساختار آنها به طور پيوسته در امتداد همان بعد تغيير خواهد كرد. اين ايده اولين بار توسط محققان ژاپنی استفاده شد [1]. تغييرات تدریجی و پيوسته اين مواد باعث شده تا دارای ویژگی های بسیار مهم و سودمندی جهت كاربرد در صنایع مختلف باشند.

Please cite this article using:

H. Zafarmand, M. Kadkhodayan, Three dimensional dynamic analysis and stress wave propagation in thick functionally graded plates under impact loading, *Mechanical Engineering*, Vol. 14, No. 11, pp. 89-96, 2014 (In Persian)

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

www.mme.ac.ir



شکل 1 صفحه ضخیم مدرج تابعی

## 2- فرمولاسیون مسئله

در این قسمت، ابتدا توزیع کسر حجمی ماده مدرج تابعی در راستای ضخامت صفحه بیان می‌گردد، سپس معادلات سه بعدی حرکت به دست می‌آید و در نهایت با استفاده از روش المان محدود مدرج، ناهمگنی مسئله مدل می‌شود.

### 2-1- توزیع کسر حجمی ماده مدرج تابعی

صفحه‌ای ضخیم، ساخته شده از مواد مدرج تابعی، با ضخامت  $h$ ، طول  $a$  و عرض  $b$  را مطابق شکل 1 فرض کنید. دستگاه مختصات کارتزین به گونه‌ای قرار گرفته می‌شود که صفحه  $z=0$  سطح تحتانی و سطح فوقانی صفحه باشد. ماده موردنظر به صورت ترکیبی از دو فاز فلز و سرامیک در نظر گرفته شده که سطح فوقانی سرامیک خالص و سطح تحتانی فلز خالص است. خواص مکانیکی با توجه به نوع ترکیب، تغییرات پیوسته‌ای در جهت ضخامت دارد که توسط تابع توزیع توانی بیان می‌گردد. طبق رابطه (1) داریم:

$$\mathfrak{R}(z) = (\mathfrak{R}_c - \mathfrak{R}_m) \left( \frac{z}{h} \right)^n + \mathfrak{R}_m \quad (1)$$

که  $\mathfrak{R}$  خاصیت ماده،  $n$  توان کسر حجمی و  $\mathfrak{R}_m$  و  $\mathfrak{R}_c$  مربوط به خواص فلز و سرامیک می‌باشند. لازم به ذکر است به علت تفاوت ناچیز ضریب پواسون مواد اصلی، مقدار آن در کل صفحه ثابت در نظر گرفته می‌شود.

### 2-2- معادلات دیفرانسیل حاکم

با صرف نظر کردن از نیروهای حجمی، معادلات حرکت مبتنی بر نظریه الاستیسیتی سه بعدی به صورت روابط (2) به دست می‌آیند:

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial z} = \rho(z) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (2-\text{الف})$$

$$\frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{yz}}{\partial z} = \rho(z) \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \quad (2-\text{ب})$$

$$\frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} = \rho(z) \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} \quad (2-\text{ج})$$

که  $\sigma$  مولفه‌های تنش،  $u$ ،  $v$  و  $w$  جابجایی‌ها در جهات  $x$ ،  $y$  و  $z$  و  $m$  چگالی است.

با استفاده از قانون هوک، روابط تنش-کرنش در فرم ماتریسی به شکل (3) نوشته می‌شود:

$$\langle \sigma \rangle = [D(z)] \langle \varepsilon \rangle \quad (3)$$

که در آن طبق روابط (7-4) داریم:

$$\langle \sigma \rangle = \langle \sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{yz}, \tau_{xz}, \tau_{xy} \rangle^T \quad (4)$$

$$\langle \varepsilon \rangle = \langle \varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}, \gamma_{xy} \rangle^T \quad (5)$$

پایین می‌آید. لذا برای تحلیل صفحات ضخیم نظریه‌های دو بعدی مناسب نبوده و باید از نظریه‌های سه بعدی استفاده کرد.

تاکنون مقالات بسیاری در زمینه پاسخ دینامیکی صفحات ساخته شده از مواد مدرج تابعی نگاشته شده است. اکبرزاده و همکارانش [2] رفتار مکانیکی صفحات مدرج تابعی تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی را بررسی کردند. معادلات بر اساس نظریه برشی مرتبه اول و سوم به دست آمده و به حل تحلیلی آنها پرداخته شده است. رضابی مژدهای و همکارانش [3] به تحلیل سه بعدی استفاده استاتیکی و دینامیکی صفحات مدرج تابعی پرداخته‌اند. معادلات حاکم با استفاده از روش بدون المان محلی پتروف-گارکین<sup>1</sup> حل شده‌اند. سان و لو [6-4] پاسخ گذرا و انتشار موج تنش در صفحات مدرج تابعی را مورد تحقیق قرار داده‌اند. معادلات مبتنی بر نظریه برشی مرتبه اول و یا مرتبه بالا است. هاشمی نژاد و قشلاقی [7] به بررسی سه بعدی دینامیکی صفحات ضخیم مدرج تابعی بر روی پستر الاستیک ترمولاستیک صفحات مدرج تابعی را در حالت سه بعدی مورد بررسی قرار داده‌اند. شرایط مرزی به صورت تکیه‌گاه ساده فرض شده و معادلات با استفاده از روش انتقال لاپلاس<sup>2</sup> و روش تیراندازی<sup>3</sup> حل شده‌اند. کیان و همکارانش [9] به تحلیل استاتیکی و دینامیکی صفحات مدرج تابعی پرداخته‌اند. معادلات بر اساس نظریه برشی مرتبه بالا به دست آمده و توسط روش بدون المان محلی پتروف گارکین حل شده است. دینیس و همکارانش [10] با ارائه نوع جدیدی از نظریه برشی مرتبه سوم، پاسخ استاتیکی و دینامیکی صفحات مدرج تابعی را با استفاده از روش بدون المان به دست آورده‌اند و پس از مقایسه با بقیه نظریه‌ها، دقت و سرعت همگرایی بالای روش ارائه شده را اثبات نموده‌اند. رک و همکارانش [11] تحلیل دینامیکی صفحات و پوسته‌های مدرج تابعی را مورد مطالعه قرار داده‌اند. معادلات مبتنی بر نظریه برشی مرتبه اول به دست آمده‌اند و توسط روش بدون المان تابع پایه شعاعی<sup>4</sup> حل شده‌اند. زنکور و صبحی [12] به تحلیل دینامیکی ترمولاستیک صفحات مدرج تابعی بر روی پستر الاستیک پرداخته‌اند و معادلات مبتنی بر نظریه برشی مرتبه بالا و به صورت تحلیلی حل شده‌اند.

هدف این مقاله تحلیل سه بعدی دینامیکی و انتشار موج تنش در صفحات ضخیم مدرج تابعی در برای بار فشاری ناشی از ضربه است. خواص مکانیکی ماده (مدول الاستیسیته و چگالی) در راستای ضخامت به طور پیوسته و بر اساس تابع توزیع توانی متغیر و ضریب پواسون ثابت فرض شده است. پاسخ زمانی جابجایی و تنش‌ها به ازای توانهای مختلف ماده مدرج تابعی، شرایط مرزی گوناگون و نسبت‌های مختلف ضخامت به طول صفحه، محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده‌اند. در تحلیل صفحات مدرج تابعی، روش‌های تحلیلی یا نیمه تحلیلی برای شرایط مرزی گوناگون، باید از برای تحلیل صفحات ضخیم مدرج تابعی تحت شرایط مرزی گوناگون، باید از روش‌های عددی قوی هم چون روش المان محدود مدرج استفاده کرد. در نظر گرفته شده است که این تغییرات خواص مکانیکی ماده در هر المان نیز در پژوهش‌هایی که در این زمینه انجام گرفته [13-14] گویای این مطلبند که در بررسی مواد ناهمگن توسط روش المان محدود عادی، شاهد ناپیوستگی-هایی در میدان تنش خواهیم بود، در حالی که المان‌های مدرج تغییرات پیوسته و همواری را نشان می‌دهند.

1- Meshless local Petrov-Galerkin method (MLPG)

2- Laplace transformations

3- Shooting method

4- Radial basis functions

5- Shape functions

$$W = \int_A p_i u_i dA \quad (13-1)$$

$$\delta W = \int_A p_i \delta u_i dA \quad (13-2)$$

که  $V$  و  $A$  حجم و سطح دائمی تحت بررسی بوده و  $p_i$  مؤلفه نیروهای سطحی است.

با جایگذاری روابط (13-11) در رابطه (10) و بکار بردن شرایط  $\delta u_i(t_1) = \delta u_i(t_2) = 0$  و استفاده از انتگرال گیری جز به جز می‌توان طبق رابطه (14) نوشت:

$$\int_V \sigma_{ij} \delta \epsilon_{ij} dV + \int_V \rho \ddot{u}_i \delta u_i dV = \int_A p_i \delta u_i dA \quad (14)$$

روابط کرنش - جابجایی به صورت رابطه (15) قابل نمایش است:

$$\{\epsilon\} = [d] \{f\} \quad (15)$$

که در آن طبق روابط (16) و (17) داریم:

$$[d] = \begin{bmatrix} \partial/\partial x & 0 & 0 \\ 0 & \partial/\partial y & 0 \\ 0 & 0 & \partial/\partial z \\ 0 & \partial/\partial z & \partial/\partial y \\ \partial/\partial z & 0 & \partial/\partial x \\ \partial/\partial y & \partial/\partial x & 0 \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$\{f\} = \{U, V, W\}^T \quad (17)$$

تقریب المان محدود مسئله به صورت سه بعدی است، بنابراین ناحیه حل به تعداد محدودی المان تقسیم شده است. المان‌های به کار گرفته شده از نوع مکعب<sup>۱</sup> یا شش وجهی<sup>۲</sup> خطی که شامل هشت گره است، انتخاب می‌شوند. برای سهولت کار از دستگاه مختصات محلی<sup>۳</sup> استفاده شده که متغیرهایش  $(\xi, \eta, \zeta)$  بین -۱ و +۱ است (شکل ۲).

برای المان  $e$ ، جابجایی‌ها به صورت رابطه (18) تقریب زده می‌شوند:

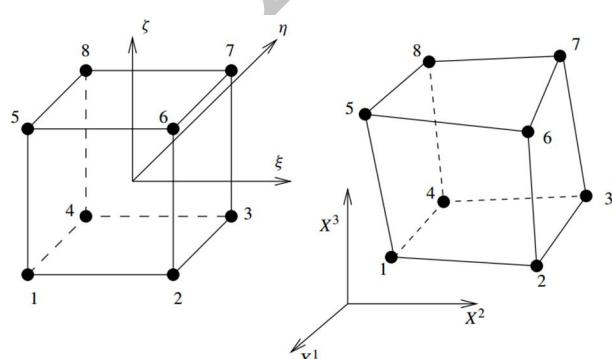
$$\{f\}^{(e)} = [N]^{(e)} \{Q\}^{(e)} \quad (18)$$

که در رابطه فوق،  $N$  توابع میان‌یابی خطی برای بردارهای جابجایی در مختصات محلی و  $\{Q\}^{(e)}$  بردار جابجایی گره‌ای برای المان  $e$  هستند. طبق روابط (19) و (20) داریم:

$$\{Q\}^{(e)} = \langle U_1, V_1, W_1, \dots, U_8, V_8, W_8 \rangle^T \quad (19)$$

$$[N]^{(e)} = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & 0 & \dots & N_8 & 0 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & \dots & 0 & N_8 & 0 \\ 0 & 0 & N_1 & \dots & 0 & 0 & N_8 \end{bmatrix} \quad (20)$$

با جایگذاری روابط (18) در رابطه (15)، ماتریس کرنش برای هر المان طبق روابط (21) و (22) به دست می‌آید:



شکل 2 المان شش وجهی در دستگاه مختصات محلی

1- Brick  
2- Hexahedron  
3- Local Coordinate

$$D = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{13} & 0 & 0 & 0 \\ D_{12} & D_{22} & D_{23} & 0 & 0 & 0 \\ D_{13} & D_{23} & D_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & D_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & D_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & D_{66} \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$D_{11} = D_{22} = D_{33} = \frac{E(z)(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)},$$

$$D_{12} = D_{13} = D_{23} = \frac{E(z)\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)},$$

$$D_{44} = D_{55} = D_{66} = \frac{E(z)}{2(1+\nu)} \quad (7)$$

که  $\nu$  ضریب پواسون و  $E$  مدول الاستیسیته می‌باشند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود،  $E$  و  $\nu$  توابعی از  $z$  هستند.

روابط کرنش - جابجایی بر اساس نظریه خطی الاستیسیته در دستگاه مختصات کارتزین طبق رابطه (8) عبارت اند از:

$$\begin{aligned} \varepsilon_x &= \partial u / \partial x, & \gamma_{yz} &= \partial v / \partial z + \partial w / \partial y \\ \varepsilon_y &= \partial v / \partial y, & \gamma_{xz} &= \partial u / \partial z + \partial w / \partial x \\ \varepsilon_z &= \partial w / \partial z, & \gamma_{xy} &= \partial u / \partial y + \partial v / \partial x \end{aligned} \quad (8)$$

شرایط مرزی استفاده شده در این پژوهش به صورت رابطه (9) تعریف می‌شوند:

$$\text{CCCC: } \begin{cases} x = 0, a \rightarrow u, v, w = 0 \\ y = 0, b \rightarrow u, v, w = 0 \end{cases} \quad (9-1)$$

$$\text{CSCS: } \begin{cases} x = 0, a \rightarrow u, v, w = 0 \\ y = 0, b \rightarrow u, w = 0 \end{cases} \quad (9-2)$$

$$\text{SSSS: } \begin{cases} x = 0, a \rightarrow v, w = 0 \\ y = 0, b \rightarrow u, w = 0 \end{cases} \quad (9-3)$$

### 2- مدل‌سازی المان محدود مدرج مسئله

به منظور حل معادلات به دست آمده، از روش المان محدود مدرج استفاده می‌شود. در روش المان محدود معمولی، خواص مکانیکی ماده در هر المان ثابت است. لذا هنگامی که خواص مواد به طور پیوسته تغییر می‌کند، استفاده از این روش باعث به وجود آمدن ناپیوستگی می‌شود و برای غلبه بر این ناپیوستگی‌ها و همگرایی نتایج باید تعداد المان‌های استفاده شده در ضخامت به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد که این امر منجر به حجم و زمان بالای محاسبات می‌شود. به همین خاطر استفاده از روش المان محدود مدرج علاوه بر به دست آوردن نتایج پیوسته و هموار، باعث کارایی بهتر محاسباتی می‌گردد.

حال برای حل المان محدود مسئله و به دست آوردن ماتریس‌های جرم، سختی و نیرو از اصل همیلتون و روش انرژی رایلی ریتز استفاده می‌شود. اصل همیلتون برای این مسئله به صورت رابطه (10) است:

$$\int_{t_1}^{t_2} \delta(U - T - W) dt = 0 \quad (10)$$

که  $U$ ،  $T$  و  $W$  انرژی پتانسیل، انرژی جنبشی و کار مجازی انجام شده توسط نیروهای سطحی هستند. طبق روابط (13-11) داریم:

$$U = \int_V \sigma_{ij} \epsilon_{ij} dV \quad (11-1)$$

$$\delta U = \int_V \sigma_{ij} \delta \epsilon_{ij} dV \quad (11-2)$$

$$T = \frac{1}{2} \int_V \rho \dot{u}_i \dot{u}_i dV \quad (12-1)$$

$$\delta T = \int_V \rho \dot{u}_i \delta \dot{u}_i dV \quad (12-2)$$

$$\psi_i = 1$$

$$\xi_i, \eta_i, \zeta_i = \left( \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \quad (31)$$

در نهایت بعد از اسپلیت کردن ماتریس‌های المانی، ماتریس‌های جرم، سختی و نیروی کل به دست آمده و معادلات نهایی به صورت رابطه (32) درمی‌آید:

$$[M]\{\ddot{Q}\} + [K]\{Q\} = \{F\} \quad (32)$$

پس از به دست آوردن رابطه (32)، از روش انگرال‌گیری مستقیم نیومارک با گام زمانی مناسب، برای حل آن استفاده می‌شود. پارامترهای انگرالی به صورت  $1/2 = \gamma$  و  $\beta = 1/4$  انتخاب می‌شوند که به روش شتاب متوسط ثابت معروف است [15].

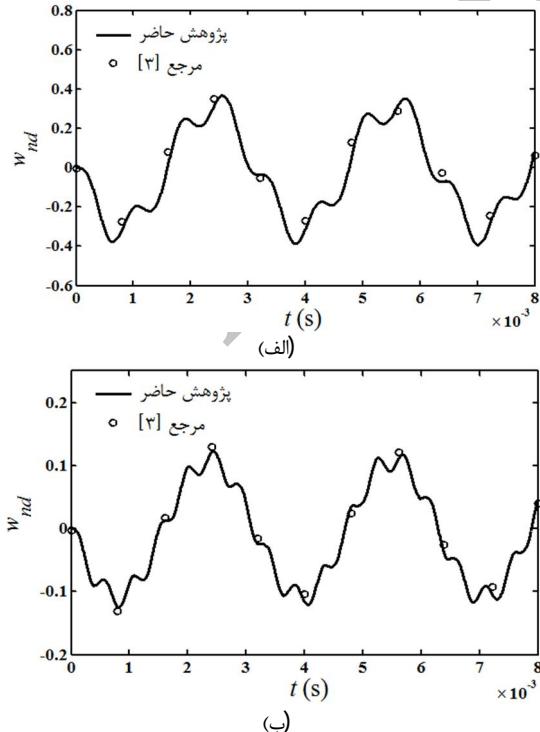
### 3- نتایج عددی

در این قسمت ابتدا به اعتبارسنجی روش گفته شده پرداخته می‌شود و سپس نتایج تحلیل سه بعدی دینامیکی و انتشار موج تنفس در صفحات ضخیم مدرج تابعی در برابر با روابط فشاری ناشی از ضربه، نشان داده شده و پیرامون آن بحث می‌شود.

#### 3-1- اعتبارسنجی

برای اعتبارسنجی روش توضیح داده شده، از نتایج مرجع [3] استفاده شده است. صفحه مورد بررسی مرتعی است ( $a=b$ ) که با نسبت ضخامت به طول  $h/a = 0.2$  و از دو فاز فلز و سرامیک تشکیل می‌شود. خواص مکانیکی در امتداد ضخامت متغیر است و به طور پیوسته و توسطتابع توزیع توانی از فلز سرامیک ( $E_m = 70 \text{ GPa}$ ,  $\rho_m = 2700 \text{ kg/m}^3$ ,  $v_m = 0.7$ ) و از فلز فوکانی تغییر می‌کند. بار دینامیکی در مدت زمان 8 میلی‌ثانیه به سطح فوقانی توسط تابع (33) وارد می‌شود:

$$q(x, y, t) = q_0 \sin(2000t) \quad (33)$$



شکل 3 پاسخ زمانی خیز بی بعد وسط صفحه در مقایسه با مرجع [3] در حالت (الف) (تکیه‌گاه ساده ب) (تکیه‌گاه گیردار)

$$\{\varepsilon\}^{(e)} = [B]^{(e)} \{Q\} \quad (21)$$

$$[B]^{(e)} = [d][N]^{(e)} \quad (22)$$

مؤلفه‌های ماتریس‌های  $N$  و  $B$  در پیوست آورده شده است.

حال با جایگذاری روابط (3) و (21) در رابطه (14) می‌توان رابطه (23) را نوشت:

$$\begin{aligned} \delta \{Q^{(e)}\}^T & \left[ \int_{V^{(e)}} [B]^T [D] [B] dV \right] \{Q^{(e)}\} + \\ \delta \{Q^{(e)}\}^T & \left[ \int_{V^{(e)}} \rho [N]^T [N] dV \right] \{\ddot{Q}^{(e)}\} \\ = \delta \{Q^{(e)}\}^T & \left[ \int_{S^{(e)}} [N]^T \{P\} dS \right] \end{aligned} \quad (23)$$

که  $V^{(e)}$ ،  $S^{(e)}$  و  $\{P\}$  به ترتیب حجم المان، سطح المان در تماس با نیروهای سطحی و بردار نیروهای سطحی می‌باشند. رابطه (23) به صورت رابطه (24) نوشته می‌شود:

$$[M]^{(e)} \{\ddot{Q}\} + [K]^{(e)} \{Q\} = \{F\}^{(e)} \quad (24)$$

ماتریس‌های جرم، سختی و نیرو برای هر المان به صورت روابط (27-25) تعریف می‌شوند:

$$[M]^{(e)} = \int_V \rho [N]^T [N] dV \quad (25)$$

$$[K]^{(e)} = \int_V [B]^T [D] [B] dV \quad (26)$$

$$\{F\}^{(e)} = \int_{S^{(e)}} [N]^T \{P\} dS \quad (27)$$

برای اعمال ناهمگنی در هر المان، خواص مکانیکی در هر المان توسط توابع میانیابی و مقادیر آن‌ها در گره‌ها تقریب زده می‌شوند. طبق رابطه (28) داریم:

$$\mathfrak{I} = \sum_{i=1}^8 \mathfrak{I}_i N_i \quad (28)$$

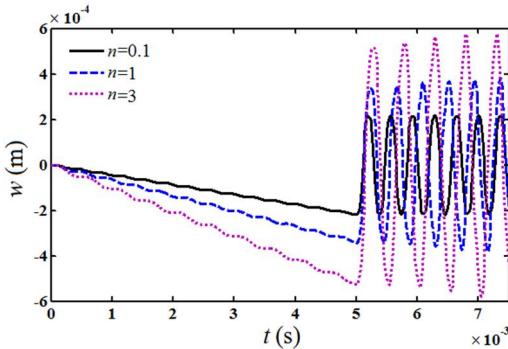
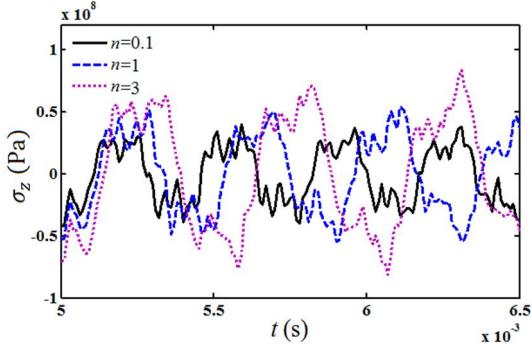
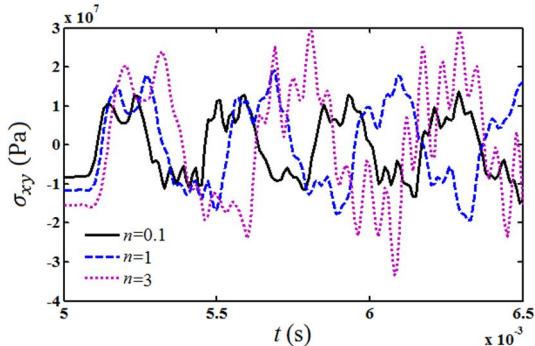
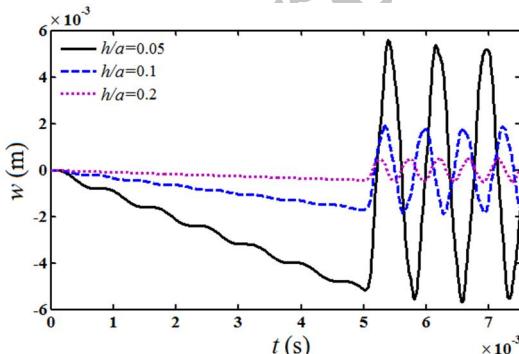
که  $\mathfrak{I}$  خاصیت مکانیکی است. لذا در هر المان خواص مکانیکی (مدول الاستیسیته و چگالی) تابعی از متغیرهای محلی می‌باشند.

برای محاسبه انگرال‌های (26,25) روی حجم المان، از روش عددی گاوس استفاده می‌شود. بدین گونه که ابتدا انگرال به دستگاه مختصات محلی برده شده و سپس توسط ترکیب خطی از مقدار آن در نقاط خاصی از دامنه بنام نقاط گاوسی، تقریب زده می‌شود. طبق روابط (29) و (30) داریم:

$$\begin{aligned} I &= \int_{V^{(e)}} f(X) dV \\ &= \int_{V^{(e)}} f[X(\xi, \eta, \zeta)] \det[J(\xi, \eta, \zeta)] dV \\ &= \iiint_{V^{(e)}} g(\xi, \eta, \zeta) d\xi d\eta d\zeta \end{aligned} \quad (29)$$

$$\iiint_{V^{(e)}} g(\xi, \eta, \zeta) d\xi d\eta d\zeta \approx \sum_{i=0}^n g(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \psi_i \quad (30)$$

ر ماتریس ژاکوبین است که در پیوست آورده شده است. در این پژوهش از روش گاوس هشت نقطه استفاده شده است که نقاط گاوسی و وزن‌های ترکیب طبق روابط (31) عبارت‌اند از:

شکل 4 پاسخ زمانی خیز در حالت  $h/a = 0.2$  و تکیه‌گاه CCCC به ازای مقادیر مختلف  $n$ شکل 5 پاسخ زمانی  $\sigma_z$  در حالت  $h/a = 0.2$  و تکیه‌گاه CCCC به ازای مقادیر مختلف  $n$ شکل 6 پاسخ زمانی  $\sigma_{xy}$  در حالت  $h/a = 0.2$  و تکیه‌گاه CCCC به ازای مقادیر مختلف  $n$ شکل 7 پاسخ زمانی خیز در حالت تکیه‌گاه CCCC و  $n = 2$  به ازای مقادیر مختلف  $h/a$ 

نحوه انتشار موج تنش در امتداد ضخامت صفحه بلافصله بعد از بارگذاری در حالت  $n = 1$ ، در شکل 11 به نمایش گذاشته شده است. با محاسبه زمانی که موج تنش از سطح فوقانی صفحه به سطح تحتانی می‌رسد، می‌توان سرعت انتشار موج تنش را به صورت تقریبی به دست آورد. برای مواد همگن رابطه‌ای تحلیلی برای محاسبه سرعت انتشار موج وجود دارد [16]. طبق رابطه (35) داریم:

مقایسه خیز بی بعد ( $w$ ) وسط صفحه وقتی  $n = 2$   

$$w_{nd} = \frac{100E_m h^3}{12a^4(1-v_m^2)q_0}$$
  
در دو حالت تکیه‌گاه ساده و گیردار در شکل 3 و جدول 1 نمایش داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود نتایج با تقریب خوبی بر هم منطبق‌اند.

### 3-2- نتایج عددی و بحث

صفحه‌ای مربعی با ضلع  $1$  متر ( $a = b = 1$  m) مفروض است که از دو فاز فلز و سرامیک تشکیل می‌شود. خواص مکانیکی صفحه در امتداد ضخامت آن متغیر است و به طور پیوسته و توسط تابع توزیع توانی (1) از فلز ( $E_m = 70$  GPa,  $\rho_m = 2700$  kg/m<sup>3</sup>,  $v_m = 0.7$ ) در سطح تحتانی به سرامیک ( $E_c = 380$  GPa,  $\rho_c = 3800$  kg/m<sup>3</sup>,  $v_c = 0.7$ ) در سطح فوقانی تغییر می‌کند. سطح فوقانی صفحه تحت بار دینامیکی قرار دارد که توسط تابع (34) تعریف می‌شود:  $(P_0 = 4$  GPa/s)

$$P(t) = \begin{cases} P_0 t & t \leq 0.005 \text{ s} \\ 0 & t > 0.005 \text{ s} \end{cases} \quad (34)$$

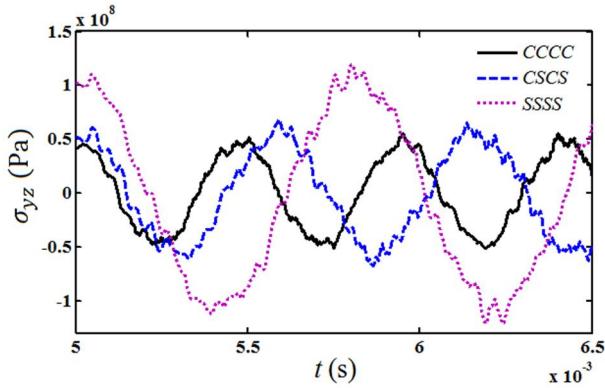
همان‌طور که پیداست، در  $t = 0.005$  s بارگذاری به طور ناگهانی قطع شده و این عمل به صورت یک ضربه یا یک تحریک ناگهانی عمل می‌کند. به همین خاطر بلافصله پس از بارگذاری ( $t = 0.005$  s) به علت انتشار موج تنش، جابجایی‌ها و تنش‌ها دچار ارتعاشات گذرا می‌شوند. تأثیر توان ماده مدرج تابعی بر روی خیز ( $w$ ) و تنش‌های  $\sigma_z$  و  $\sigma_{xy}$  ورق در نقطه میانی سطح فوقانی، در شکل‌های 5, 4 و 6 به نمایش گذاشته شده است. شرایط مرزی از رابطه (9-1) پیروی می‌کند و  $h/a = 0.2$  است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود تغییرات  $n$  به شدت رفتار دینامیکی ماده را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پس از بارگذاری، شاهد ارتعاش سیستم ناشی از انتشار موج هستیم که با افزایش  $n$  دامنه نوسانات افزایش و سرعت نوسانات و بازگشت موج تنش کاهش می‌یابد. دلیل این امر نزدیک شدن خواص مکانیکی ماده به فلز و کاهش سختی است.

در شکل‌های 7 و 8، تأثیر نسبت ضخامت به طول صفحه بر روی خیز ( $w$ ) و تنش  $\sigma_z$  ورق در نقطه میانی سطح فوقانی را می‌توان مشاهده نمود. شرایط مرزی از رابطه (1) پیروی می‌کند و  $n = 2$  است. مشاهده می‌گردد که با افزایش ضخامت به علت افزایش استحکام صفحه، جابجایی‌ها و تنش‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده و سرعت نوسانات بشتر می‌شود.

تأثیرات شرایط مرزی بر روی خیز ( $w$ ) و تنش  $\sigma_{xy}$  ورق در نقطه میانی سطح فوقانی، در شکل‌های 9 و 10 نشان داده شده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، مقادیر خیز و تنش و سرعت نوسانات آن‌ها متأثر از نوع شرایط مرزی است و هر چقدر درجهات آزادی صفحه بشتر شود، دامنه نوسانات بشتر و سرعت نوسانات کمتر می‌شود.

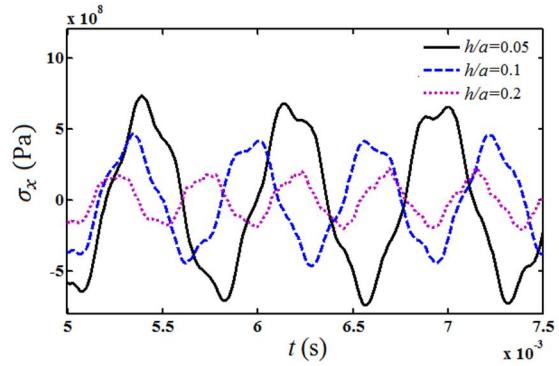
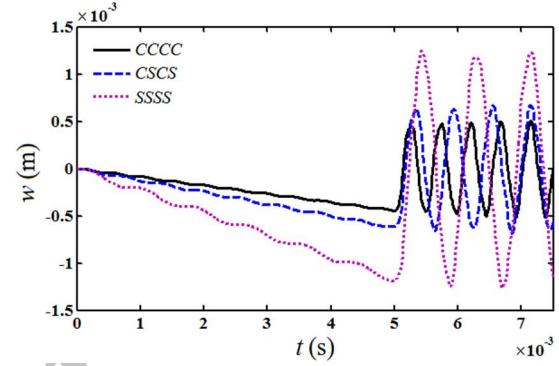
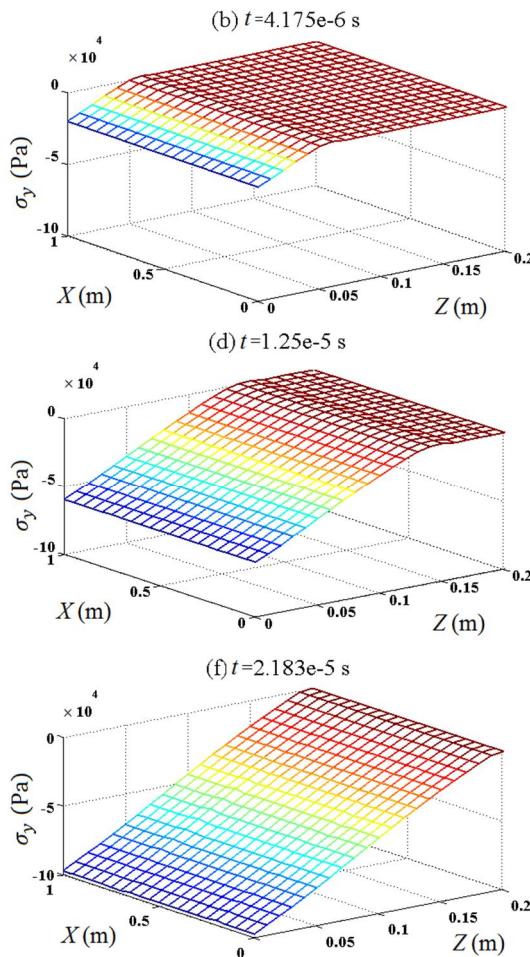
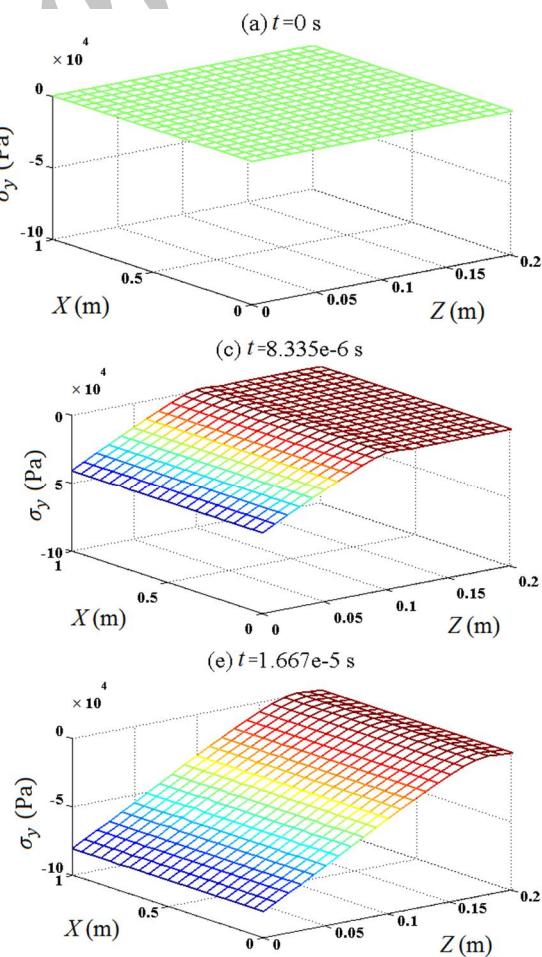
جدول 1 مقایسه خیز بی بعد با مرجع

زمان (ms)	تکیه‌گاه ساده	پژوهش حاضر مرجع [3] اختلاف	[3] اخلاق			
			پژوهش حاضر مرجع [3]	[3]	[3]	[3]
% 3/3	-0/121	-0/125	% 2/3	-0/295	-0/302	0/8
% 2/7	0/0109	0/0112	% 3/3	0/030	0/029	1/6
% 3/2	0/122	0/118	% 2/6	0/341	0/332	2/4
% 3	-0/033	-0/034	% 3/9	-0/051	-0/049	3/2
% 1/8	-0/111	-0/119	% 2/7	-0/293	-0/301	4
% 2/5	0/040	0/039	% 2/2	0/091	0/089	4/8
% 2/6	0/112	0/109	% 1/9	0/309	0/303	5/6
% 2/5	-0/039	-0/040	% 3/3	-0/059	-0/057	6/4
% 2/7	-0/111	-0/108	% 1/2	-0/311	-0/307	7/2
% 2/5	0/039	0/038	% 3/1	0/064	0/062	8

شکل 10 پاسخ زمانی  $\sigma_{yz}$  در حالت 2  $n=2$  و  $h/a=0.2$  به ازای شرایط مختلف مرزی

$$\text{سرعت انتشار موج} = \sqrt{\frac{E(1-\nu)}{\rho(1+\nu)(1-2\nu)}} \quad (35)$$

در جدول 2 مقایسه سرعت انتشار موج به دست آمده با رابطه تحلیلی برای دو حالت  $n=0$  (مادة سرامیک) و  $n=\infty$  (مادة فلز) آورده شده است و همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، تطابق بسیار خوبی با یکدیگر داشته و نشان‌دهنده دقیق بالای روش استفاده شده است. سرعت انتشار موج تنش برای مقادیر مختلف  $n$  در جدول 3 نشان داده شده است. همان‌طور که دیده می‌شود، سرعت انتشار موج متأثر از تغییرات  $n$  است که با افزایش آن، کاهش می‌یابد.

شکل 8 پاسخ زمانی  $\sigma_x$  در حالت تکیه‌گاه CCCC و  $n=2$  به ازای مقادیر مختلف  $h/a$ شکل 9 پاسخ زمانی خیز در حالت 2  $n=2$  و  $h/a=0.2$  به ازای شرایط مختلف مرزیشکل 11 توزیع  $\sigma_y$  در حالت 1  $n=1$  و  $h/a=0.2$  در امتداد ضخامت صفحه پلافلسله پس از بارگذاری در زمان‌های مختلف

مختصات محلی	$\xi$
مختصات محلی	$\eta$
ضریب پواسون	$\nu$
مختصات محلی	$\zeta$
چگالی	$\rho$
تنش نرمال	$\sigma_{\xi\xi}$
تنش برشی	$\tau_{\xi\eta}$

## 6- پیوست

توابع میان باب خطی در دستگاه مختصات محلی طبق رابطه (36) عبارتند از:

$$N_i = (1 + \xi, \xi)(1 + \eta, \eta)(1 + \zeta, \zeta)/8 \quad (36)$$

همچنین ماتریس  $B$  طبق رابطه (37) عبارتست از:

$$[B]^{(e)} = \begin{bmatrix} \partial N_1 / \partial x & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \partial N_1 / \partial y & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \partial N_1 / \partial z & \dots \\ 0 & \partial N_1 / \partial z & \partial N_1 / \partial y & \dots \\ \partial N_1 / \partial z & 0 & \partial N_1 / \partial x & \dots \\ \partial N_1 / \partial y & \partial N_1 / \partial x & 0 & \dots \end{bmatrix} \quad (37)$$

برای محاسبه درایه های ماتریس  $B$ , باید مشتقات توابع میان بابی نسبت به متغیرهای دستگاه مختصات اصلی محاسبه شود، اما از آن جا که توابع میان بابی بر حسب متغیرهای محلی می باشند، باید از قاعده مشتقات زنجیره ای و تعریف ماتریس ژاکوبین استفاده شود. طبق رابطه (38) و (39) (داریم):

$$\begin{bmatrix} \partial N_i / \partial \xi \\ \partial N_i / \partial \eta \\ \partial N_i / \partial \zeta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \partial x / \partial \xi & \partial y / \partial \xi & \partial z / \partial \xi \\ \partial x / \partial \eta & \partial y / \partial \eta & \partial z / \partial \eta \\ \partial x / \partial \zeta & \partial y / \partial \zeta & \partial z / \partial \zeta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \partial N_i / \partial x \\ \partial N_i / \partial y \\ \partial N_i / \partial z \end{bmatrix} \quad (38)$$

$$\begin{bmatrix} \partial N_i / \partial x \\ \partial N_i / \partial y \\ \partial N_i / \partial z \end{bmatrix} = J^{-1} \begin{bmatrix} \partial N_i / \partial \xi \\ \partial N_i / \partial \eta \\ \partial N_i / \partial \zeta \end{bmatrix} \quad (39)$$

همچنین برای به دست آوردن مشتقات متغیرهای اصلی نسبت به متغیرهای محلی، از تعاریف رابطه (40) استفاده می شود:

$$x = \sum_{i=1}^8 N_i x_i \quad (40\text{-الف})$$

$$y = \sum_{i=1}^8 N_i y_i \quad (40\text{-ب})$$

$$z = \sum_{i=1}^8 N_i z_i \quad (40\text{-ج})$$

که  $(x_i, y_i, z_i)$  مختصات گره ای المان می باشند. بدین ترتیب، ماتریس های ژاکوبین و  $B$  به دست می آید.

## 7- مراجع

- [1] M. Koizumi, The concept of FGM, Ceramic Transactions, *Functionally Gradient Materials*, Vol. 34, pp. 3-10, 1994.
- [2] A. H. Akbarzadeh, S. K. Hosseini, M. R. Eslami, M. Sadighi, Mechanical behavior of functionally graded plates under static and dynamic loading, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: *Journal of Mechanical Engineering Science*, Vol. 225, No. 2, pp. 326-333, 2011.
- [3] A. RezaeiMojdehi, A. Darvizeh, A. Basti, H. Rajabi, Three dimensional static and dynamic analysis of thick functionally graded plates by the meshless local Petrov-Galerkin (MLPG) method, *Engineering Analysis with Boundary Elements*, Vol. 35, No. 11, pp. 1168-1180, 2011.

جدول 2 مقایسه سرعت انتشار موج تنش با رابطه تحلیلی

( $n=\infty$ ) فلز	( $n=0$ ) سرامیک
5907/6 m/s	11602/4 m/s
5970/0 m/s	11765/0 m/s
% 1/1	% 1/4
اختلاف	

جدول 3 سرعت انتشار موج تنش برای مقادیر مختلف

$n=3$	$n=1$	$n=0/1$	سرعت انتشار موج
7542 m/s	9160 m/s	10435 m/s	

## 4- جمع بندی و نتیجه گیری

هدف اصلی این پژوهش بررسی سه بعدی پاسخ دینامیکی و انتشار موج تنش در صفحات ضخیم مدرج شده از مواد مدرج تابعی است. بدین منظور از روش المان محدود مدرج سه بعدی و فرمولاسیون ارزی رایلی-ریتر استفاده شد. روش ارائه شده توسعه نتایج موجود در مقالات، اعتبارسنجی و تطبیق خوبی حاصل داشت. در ادامه، پاسخ زمانی خیز و تنش ها در سه بعد به ازای توان های مختلف ماده مدرج تابعی، شرایط مرزی گوتاگون و نسبت های مختلف ضخامت به طول به نمایش گذاشتند و همچنین سرعت انتشار موج تنش برای مقادیر مختلف توان ماده مدرج تابعی به دست آمد. نتایج حاصل، این نکته را به خوبی نشان می دهند که مقدار و تغییرات خیز و تنش ها را می توان با تغییرات توان ماده مدرج تابعی، نسبت ضخامت به طول و شرایط مرزی کنترل نمود. از مزایای روش ارائه شده می توان به توانایی تحلیل سه بعدی هر نوع ماده ناهمگن با هندسه و شرایط مرزی دلخواه اشاره نمود.

## 5- فهرست علائم

طول صفحه	a
عرض صفحه	b
ماتریس خواص مواد	D
مدول الاستیسیته	E
ماتریس نیرو	F
ضخامت صفحه	h
ماتریس ژاکوبین	J
ماتریس سختی	K
ماتریس جرم	M
توابع میان بابی	N <sub>i</sub>
توان کسر حجمی	n
تابع بار دینامیکی	P
بردار جابجایی های گره ای	Q
انرژی جنبشی	T
انرژی پتانسیل	U
جابجایی در جهت x	u
جابجایی در جهت y	v
کار مجازی	W
جابجایی در جهت z	w
خواص مکانیکی صفحه	Ω
خواص مکانیکی المان	ζ
کرنش برشی	γ <sub>ij</sub>
کرنش نرمال	ε <sub>ij</sub>

- [10] L. M. J. S. Dinis, R. M. Natal Jorge, J. Belinha, An unconstrained third-order plate theory applied to functionally graded plates using a meshless method, *Mechanics of Advanced Materials and Structures*, Vol. 17, No. 2, pp. 108-133, 2010.
- [11] C. M. C. Roque, A. J. M. Ferreira, A. M. A. Neves, G. E. Fasshauer, C. M. M. Soares, R. M. N. Jorge, Dynamic analysis of functionally graded plates and shells by radial basis functions, *Mechanics of Advanced Materials and Structures*, Vol. 17, No. 8, pp. 636-652, 2010.
- [12] A. M. Zenkour, M. Sobhy, Dynamic bending response of thermoelastic functionally graded plates resting on elastic foundations, *Aerospace Science and Technology*, Vol. 29, No. 1, pp. 7-17, 2013.
- [13] J. H. Kim, G. H. Paulino, Isoparametric graded finite elements for nonhomogeneous isotropic and orthotropic materials, *Journal of Applied Mechanics*, Vol. 69, No. 4, pp. 502-514, 2002.
- [14] Z. Zhang, G. H. Paulino, Wave propagation and dynamic analysis of smoothly graded heterogeneous continua using graded finite elements, *International Journal of Solids and Structures*, Vol. 44, No. 11-12, pp. 3601-3626, 2007.
- [15] O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor, The finite element method for solid and structural mechanics, Sixth ed., Vol. 2, pp. 17-45, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, 2005.
- [16] M. Jones, Structural impact, pp. 110-158, Cambridge University Press, 1989.
- [4] D. Sun, S. N. Luo, The wave propagation and dynamic response of rectangular functionally graded material plates with completed clamped supports under impulse load, *European Journal of Mechanics A/Solids*, Vol. 30, No. 3, pp. 396-408, 2011.
- [5] D. Sun, S. N. Luo, Wave propagation and transient response of a FGM plate under a point impact load based on higher-order shear deformation theory, *Composite Structures*, Vol. 93, No. 5, pp. 1474-1484, 2011.
- [6] D. Sun, S. N. Luo, Wave propagation and transient response of a functionally graded material plate under a point impact load in thermal environments, *Applied Mathematical Modelling*, Vol. 36, No. 1, pp. 444-462, 2012.
- [7] S. M. Hasheminejad, B. Ghoshlaghi, Three-dimensional elastodynamic solution for an arbitrary thick FGM rectangular plate resting on a two parameter viscoelastic foundation, *Composite Structures*, Vol. 94, No. 9, pp. 2746-2755, 2012.
- [8] Z. Feng-Xi, L. Shi-Rong, L. Yuan-Ming, Three-dimensional analysis for transient coupled thermoelastic response of a functionally graded rectangular plate, *Journal of Sound and Vibration*, Vol. 330, No. 16, pp. 3990-4001, 2011.
- [9] L. F. Qian, R. C. Batra, L. M. Chen, Static and dynamic deformations of thick functionally graded elastic plates by using higher-order shear and normal deformable plate theory and meshless local Petrov-Galerkin method, *Composites: Part B*, Vol. 35, No. 6-8, pp. 685-697, 2004.