



بررسی جدایش بین لایه‌ای در چندلایه‌های کامپوزیتی تحت بارگذاری شبه‌استاتیکی و خستگی با روش نشرآوابی

میرمحمد موسوی‌نسب^۱، میلاد سعیدی‌فر^۲، مهدی احمدی نجف‌آبادی^{۳*}، حسین‌حسینی‌تودشکی^۴

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

۲- دانشجوی دکترا، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

۳- دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

۴- استاد، مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

* تهران، صندوق پستی ۱۵۸۷-۴۴۱۳، ahmadin@aut.ac.ir

اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل

دریافت: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

پذیرش: ۰۴ خرداد ۱۳۹۴

ارائه در سایت: ۳۰ خرداد ۱۳۹۴

کلید واژگان:

جدایش بین لایه‌ای

نشرآوابی

بارگذاری خستگی

علی‌رغم خواص مکانیکی پسیار مطلوب کامپوزیت‌های پلیمری تقویت شده با الیاف، امکان ایجاد انواع خرابی‌ها در این مواد وجود دارد. جدایش بین لایه‌ای شایع‌ترین مکانیزم خرابی در چندلایه‌های کامپوزیتی بوده که تحت بارگذاری شبه‌استاتیکی و خستگی ایجاد می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رفتار مکانیکی و نشرآوابی جدایش بین لایه‌ای در کامپوزیت‌های چند لایه شیشه/ایوسکی تحت بارگذاری شبه‌استاتیکی و خستگی مود ۱ است. بدین منظور، ابتدا نمونه‌های استاندارد با دو نوع لایه چینی تک چهته و باقته شده تحت بارگذاری شبه‌استاتیکی مود ۱ قرار گرفته، رفتار جدایش بین لایه‌ای در نمونه‌ها بررسی شد و مقادیر چرمگی شکست بین لایه‌ای آن‌ها تعیین گردید. با استخراج اطلاعات مناسب از آزمون شبه‌استاتیکی، نمونه‌ها تحت بارگذاری خستگی قرار گرفتند. سپس رفتار مکانیکی و نشرآوابی نمونه‌های تحت بارگذاری خستگی بررسی شد، رابطه‌ای خطی بین انرژی تجمیعی نشرآوابی و رشد ترک خستگی ارائه گردید و با استفاده از رابطه حاصل منحنی رشد ترک خستگی با روش نشرآوابی پیش‌بینی شد. در ادامه، از روش نشرآوابی برای پیش‌بینی منحنی تغییرات نرخ آزاد شدن انرژی کربشی و منحنی نرخ رشد ترک خستگی استفاده شد. نتایج حاصل از روش نشرآوابی مطابقت مطلوبی با نتایج حاصل از استاندارد داشت. نتایج این پژوهش، نشان می‌دهد که روش نشرآوابی می‌تواند به عنوان ابزاری مناسب برای پایش سلامت سازه‌های کامپوزیتی تحت انواع بارگذاری‌های شبه‌استاتیکی و خستگی به کار رود.

Investigation of delamination in laminated composites under quasi-static and fatigue loading conditions by acoustic emission

Mir Mohammad Mousavi Nasab¹, Milad Saeedifar¹, Mehdi Ahmadi Najafabadi^{1*}, Hossein Hosseini Toudeshky²

۱- Department of Mechanical Engineering, Amirkabir University, Tehran, Iran.

۲- Department of Aerospace Engineering, Amirkabir University, Tehran, Iran.

* P.O.B. 1587-4413 Tehran, Iran, ahmadin@aut.ac.ir

ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper

Received 01 May 2015

Accepted 25 May 2015

Available Online 20 June 2015

Keywords:
Delamination
Acoustic Emission
Fatigue Loading

ABSTRACT

Despite the fact that fiber reinforced plastic composites have excellent mechanical properties, various failure mechanisms can still occur in these materials. Delamination is the most common failure mode in laminated composites that can occur under quasi-static and fatigue loading conditions. The present study is concerned with the investigation of mechanical and Acoustic Emission (AE) behavior of delamination in glass/epoxy composites under mode I quasi-static and fatigue loading conditions. First, the unidirectional and woven specimens were subjected to mode I quasi-static loading. The behavior of the delamination in the specimens was investigated and interlaminar fracture toughness of the specimens was calculated. Then, according to the information obtained from quasi-static loading, similar specimens were subjected to the fatigue loading. The mechanical and AE behavior of the delamination under fatigue loading was investigated. A linear relationship was established between cumulative AE energy and fatigue crack growth and fatigue crack growth curve was predicted using the AE method. Then, energy release rate variations curve and fatigue crack growth rate diagram were predicted using AE method. The predicted results by AE have good compatibility with the visually based data that is recommended by the standard. The results indicate that, the AE method has good applicability for health monitoring of composite structures subjected to quasi-static and fatigue loading conditions.

که دارند، امروزه به وفور در صنعت استفاده می‌شوند. با این وجود، در این

مواد امکان ایجاد انواع مکانیزم‌های خرابی از قبیل ترک خودگی ماتریس،

۱- مقدمه

چندلایه‌های پلیمری تقویت شده با الیاف، به دلیل خواص مکانیکی مطلوبی

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

M. M. Mousavi Nasab, M. Saeedifar, M. A. Najafabadi, H. Hosseini Toudeshky, Investigation of delamination in laminated composites under quasi-static and fatigue loading conditions by acoustic emission, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 15, No. 8, pp. 85-92, 2015 (In Persian)

Please cite this article using:

www.MD.IR

بارگذاری نوسانی با تعداد سیکلهای مختلف قرار گرفته بودند، تخمین زدند. نتایج پژوهش، بیان‌گر عملکرد مطلوب این روش در تخمین استحکام باقیمانده قطعات تحت بارگذاری خستگی است. بورچاک و همکاران [18]، از روش نشرآوابی برای تشخیص مراحل مختلف رشد آسیب در نمونه‌های کربن‌اپوکسی که تحت بارگذاری نوسانی کششی قرار داشتند، استفاده نمودند. آن‌ها موفق شدند، با بررسی منحنی نرخ تولید و منحنی انرژی کمتر لازم برای شروع رشد جدایش بین لایه‌ای در بارگذاری مود ا، وقوع جدایش بین لایه‌ای در این مود بارگذاری شایع‌تر است [7.6].

در پژوهش حاضر، ابتدا رفتار مکانیکی و نشرآوابی جدایش بین لایه‌ای در کامپوزیت چند لایه شیشه/اپوکسی، تحت بارگذاری شبه‌استاتیکی بررسی می‌شود. سپس با استفاده از اطلاعات بدست آمده از آزمون شبه‌استاتیکی، نمونه‌ها تحت بارگذاری خستگی قرار گرفتند. ابتدا، با استفاده از داده‌های مکانیکی و نشرآوابی، رفتار رشد جدایش بین لایه‌ای تحت بارگذاری خستگی بررسی شد. در ادامه، رابطه‌ای خطی بین انرژی تجمعی نشرآوابی و رشد ترک خستگی ارائه شده و با استفاده از رابطه حاصل منحنی رشد ترک خستگی با روش نشرآوابی پیش‌بینی شد. در ادامه، از روش نشرآوابی برای پیش‌بینی منحنی تغییرات نرخ آزاد شدن انرژی کرنشی و منحنی نرخ رشد ترک خستگی استفاده شد. نتایج حاصل از روش نشرآوابی مطابقت مطلوبی با نتایج حاصل از استاندارد داشت. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان می‌دهد که روش نشرآوابی می‌تواند به عنوان ابزاری سودمند در پایش سلامت سازه‌های کامپوزیتی تحت بارگذاری شبه‌استاتیکی و خستگی به کار رود.

2- روش تحقیق

2-1- مواد و آماده‌سازی نمونه‌ها

نمونه‌های مورد استفاده در آزمایش‌ها، کامپوزیت شیشه/اپوکسی با دو نوع لایه‌چینی تک جهنه³ [0] و بافت شده⁴ [0-90]⁵ است. رزین به کارفته در نمونه‌ها، اپوکسی با چگالی 1/17 g/cm³ ساخت شرکت هانتسمن⁶ است. رزین و سفت‌کننده⁷ استفاده شده برای نمونه‌ها، به ترتیب آرالدیت ال واوی 5052⁸ و آرادور 5052⁹ بوده و الیاف استفاده شده، الیاف شیشه نوع ای 390¹⁰ ساخت شرکت کولان¹¹ است. الیاف‌های تک‌جهنه استفاده شده از نوع آی‌تی یودی 038¹² و الیاف‌های یافته شده از نوع کولان آی‌اف 207¹³ می‌باشند. نمونه‌ها با روش لایه‌چینی دستی ساخته شدند. در ادامه قطعات 48 ساعت در هوای آزاد با دمای 20°C درجه سانتی‌گراد، تحت فشار قرار داده شدند. به منظور ایجاد جدایش بین لایه‌ای اولیه در نمونه‌ها، در حین ساخت نمونه‌ها یک لایه تقلون با ضخامت تقریبی 20 μm در بین دو لایه میانی کامپوزیت قرار داده شد. ابعاد نمونه‌ها 180×25×5 mm³ است. طول جدایش اولیه نمونه‌ها 70 mm بوده که پس از اتصال لولاهای نمونه، طول جدایش مؤثر برابر 40 mm می‌شود. شکل 1 نمونه کامپوزیتی مورد استفاده در آزمایش را نشان می‌دهد. جدول 1 انواع نمونه‌ها و نوع لایه‌چینی هر نمونه را نشان می‌دهد.

3- Unidirectional

4- Woven

5- Huntsman

6- Hardener

7- Araldite LY 5052

8- Aradure 5052

9- E-Glass

10- COLAN

11- AT 390 UD 038

12- COLAN AF 207

شکست الیاف، جدایش الیاف از ماتریس و جدایش بین لایه‌ای وجود دارد [3-4]. جدایش بین لایه‌ای شایع‌ترین مکانیزم خرایی در چندلایه‌های کامپوزیتی بوده، که عبارت است از رشد ترک بین لایه‌ای و جدا شدن دو لایه از یکدیگر در فصل مشترک لایه‌ها [5.4]. جدایش بین لایه‌ای منجر به کاهش صلبیت و استحکام سازه می‌شود. این خرایی تحت انتقال مودهای بارگذاری ا، ا، ا، ا و یا ترکیبی از این مودهای اتفاق می‌افتد اما به علت انرژی کمتر لازم برای شروع رشد جدایش بین لایه‌ای در بارگذاری مود ا، وقوع جدایش بین لایه‌ای در این مود بارگذاری شایع‌تر است [7.6].

پدیده خستگی در کامپوزیت‌ها، به دلیل ناهمسانگردی و ناهمگنی ساختار ماده، ماهیتی پیچیده دارد [8]. رشد آسیب خستگی در کامپوزیت‌ها، ناشی از انباشت میکروخرایی‌هایی همچون شکست ماتریس، شکست الیاف و جدایش الیاف از ماتریس است. بنابراین، روشنی که برای پایش سلامت کامپوزیت تحت بارگذاری خستگی استفاده می‌شود، باید قابلیت تشخیص انواع مکانیزم‌های خرایی در سازه را داشته باشد [9].

به دلیل این که جدایش بین لایه‌ای در بین لایه‌های کامپوزیت اتفاق می‌افتد، اغلب با بازرسی چشمی غیر قابل تشخیص بوده یا تشخیص آن بسیار مشکل است. برای تشخیص جدایش بین لایه‌ای تاکنون روش‌های غیرمخرب مختلفی ارائه شده است [10]. یکی از این روش‌ها، روش نشرآوابی است. انتشار موج تنش الاستیک در ماده در اثر آزاد شدن سریع انرژی کرنشی یا وقوع خرایی در ماده را نشرآوابی¹ گویند [11]. این روش، از جمله روش‌های غیرفعال در بازرسی و پایش وضیعت به شمار می‌آید. از مزایای استفاده از روش نشرآوابی در بررسی خرایی کامپوزیت‌ها، می‌توان به قابلیت پایش بلادرنگ کامپوزیت و قابلیت تفکیک انواع مختلف خرایی، همچون ترک خودگی ماتریس، شکست الیاف و جدایش الیاف از ماتریس اشاره نمود [12.3].

سعیدی‌فر و همکاران [13]، با روش نشرآوابی رشد جدایش بین لایه‌ای را در کامپوزیت‌های ساندویچی تحت بارگذاری شبه‌استاتیکی بررسی نمودند. آن‌ها با استفاده از ترکیب داده‌های مکانیکی و نشرآوابی توائیستند رفتار جدایش بین لایه‌ای را بررسی نموده و چقمرمگی شکست بین لایه‌ای کامپوزیت را تعیین نمایند. پاگت [14]، از پارامترهای نرخ تولید و دامنه سیگنال‌های نشرآوابی برای مکان‌یابی و تشخیص آسیب‌های به وجود آمده در یک صفحه کامپوزیتی از جنس کربن/اپوکسی که تحت بارگذاری نوسانی فشاری قرار داشت، استفاده نمود. رومانی و همکاران [15]، با ارائه یک الگوریتم مکان‌یابی نشرآوابی توائیستند رشد ترک خستگی را در نمونه‌های استاندارد مود ۱ (DCB²) از جنس کربن/اپوکسی که تحت بارگذاری نوسانی قرار داشت، پیش‌بینی نمایند. در روش آن‌ها، با استفاده از دو سنسور نشرآوابی در ناحیه رشد ترک، سیگنال‌های خارج از ناحیه حذف شده، سپس از سیگنال‌هایی که در مجاورت یکدیگر قرار دارند، میانگین گرفته شده و بدین ترتیب منحنی رشد ترک در نمونه تخمین زده شد. سیلورساید و همکاران [16]، با استفاده از نشرآوابی، لحظه شروع رشد جدایش بین لایه‌ای را در نمونه‌های کربن/اپوکسی تحت بارگذاری شبه‌استاتیکی و نوسانی مود ا، ا و مود ترکیبی ا و ا تعیین نمودند. نتایج نشان داد، روش نشرآوابی لحظه شروع رشد جدایش بین لایه‌ای را زودتر از روش ارائه شده در استاندارد تشخیص می‌دهد. لیون و همکاران [17]، با ترکیب روش‌های نشرآوابی و شبکه‌های عصبی، استحکام باقیمانده قطعات شیشه/اپوکسی که تحت

1- Acoustic Emission (AE)

2- Double Cantilever Beam (DCB)

شدند. نمونه‌های DCB تحت بارگذاری مود ۱، در شکل ۲ نشان داده شده‌اند. در نمونه DCB با اعمال دو نیروی عمود بر لبه بالایی و پایینی نمونه، بارگذاری مود ۱ محقق می‌شود. آزمایش‌ها در دمای ۲۴°C و با سرعت پیشروی ثابت ۳ mm/min انجام شدند. میزان جابجایی و بار اعمالی به دو بازوی نمونه، به طور پیوسته توسط دستگاه کشش ثبت شده و طول ترک هم با استفاده از دوربین فیلمبرداری مدل سونی اج دی آر-ایکس آر ۱۵۰^۸ با بزرگنمایی اپتیکال X ۲۵ و بزرگنمایی دیجیتال X ۳۰۰، در حین رشد جایش بین لایه‌ای به طور پیوسته ثبت گردید. به منظور ثبت سیگنال‌های نشرآوابی در حین آزمایش، دو سنسور بر روی سطح بالایی نمونه‌ها قرار داده شد. یک سنسور ۱۵ mm قبل از نوک جایش اولیه و سنسور دوم ۸۰ mm بعد از نوک جایش اولیه، بر روی سطح نمونه قرار داده شد. هدف از این نوع چیدمان، ثبت کلیه سیگنال‌های نشرآوابی مربوط به ناحیه خرابی و امکان مکان‌بایی منبع ایجاد سیگنال‌های نشرآوابی است. استفاده از دو سنسور نشرآوابی، این اجازه را به کاربر داده که سیگنال‌های نشرآوابی تولید شده در خارج از ناحیه خرابی، همچون سیگنال‌های مربوط به اصطکاک بین اجزای ماشین آلات آزمایش و سایر نویزهای ایجاد شده در حین آزمایش را به سادگی حذف نماید. به منظور بررسی تکرارپذیری آزمایش‌ها، در هر حالت سه نمونه مشابه مورد آزمایش قرار گرفت.

۲-۴-۲- بارگذاری خستگی

آزمایش‌های این بخش، براساس استاندارد ASTM D6115 [20] انجام شدند. نمونه‌های آزمایش تحت بارگذاری خستگی مود ۱، در شکل ۳ نشان داده شده‌اند. آزمایش‌ها در دمای ۲۴°C و با فرکانس بارگذاری ۳ Hz انجام شدند. میزان جابجایی و بار اعمالی به لیه نمونه، به طور پیوسته توسط دستگاه کشش ثبت شد. طول ترک هم با استفاده از دوربین فیلمبرداری مدل سونی اج دی آر-ایکس آر ۱۵۰ با بزرگنمایی اپتیکال X ۲۵ و بزرگنمایی دیجیتال X ۳۰۰، در حین رشد جایش بین لایه‌ای به صورت پیوسته ثبت گردید. نسبت $R = \frac{d_{\min}}{d_{\max}}$ برای همه نمونه‌ها برابر مقدار ثابت ۰/۴ انتخاب شد. به منظور بررسی تکرارپذیری آزمایش‌ها، در هر حالت سه نمونه مشابه مورد آزمایش قرار گرفت.


۳- نتایج و بحث

۳-۱- بارگذاری شبه استاتیکی

در این بخش، از داده‌های مکانیکی ثبت شده در حین رشد جایش بین لایه‌ای در نمونه‌ها، برای بررسی رفتار جایش بین لایه‌ای استفاده می‌شود. نمونه‌ها مطابق اطلاعات بخش ۲-۴-۱، تحت بارگذاری شبه استاتیکی قرار



شکل ۲ آزمون شبه استاتیکی رشد جایش بین لایه‌ای، تحت بارگذاری مود ۱

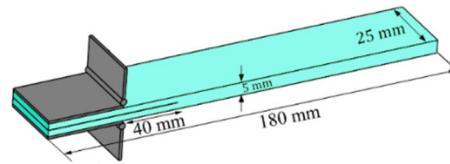

شکل ۱ نمونه‌های مورد استفاده در آزمایش

جدول ۱ مشخصات نمونه‌های آزمایش

نام نمونه	نوع لایه‌چینی	نوع بارگذاری	مود بارگذاری
U _S	شبه استاتیکی	تک جهته	مود ۱
W _S	شبه استاتیکی	با فتحه شده	مود ۱
U _F	خستگی	تک جهته	مود ۱
W _F	خستگی	با فتحه شده	مود ۱

۲- دستگاه آزمون کشش شبه استاتیکی و خستگی
برای بارگذاری شبه استاتیکی نمونه‌ها، از دستگاه آزمون کشش مدل هیوا^۱ با ظرفیت ton ۵، با قابلیت تنظیم سرعت بارگذاری در محدوده ۰/۱-۵۰۰ mm/min استفاده شد. قطعات با سرعت ثابت ۳ mm/min تحت بارگذاری شبه استاتیکی قرار گرفتند. به منظور بارگذاری نوسانی نمونه‌ها (آزمون خستگی)، از دستگاه دارتک^۲ با ظرفیت ton ۵ و با قابلیت بارگذاری در محدوده فرکانسی ۱-۱۰۰Hz استفاده شد. نمونه‌های آزمون خستگی، با فرکانس Hz ۳ تحت بارگذاری نوسانی در حالت کشش-کشش قرار گرفتند.

۲- دستگاه نشرآوابی

برای ثبت داده‌های نشرآوابی در حین آزمایش‌ها، از سیستم نشرآوابی دوکالله، به همراه نرمافزار آی‌اوین^۳ و سیستم پی‌سی‌آی-۲^۴ با نرخ داده‌برداری ۱ Ms/s استفاده گردید. از دو سنسور پیزوالکتریک تک‌کریستال با پهنای باند وسیع به نام پیکو^۵، محصول کمپانی پک، مدل آر-۵۰-دی^۶ استفاده شد. فرکانس تشدید سنسور ۵۱۳/۲۸ kHz و محدوده بهینه کاری آن ۱۰۰-۷۵۰ kHz است. فعالیت‌های شناسایی شده توسط سنسور، به وسیله پیش‌تقویت‌کننده با ضریب ۴۰ dB تقویت شدند. برای بهبود عبوردهی سیگنال بین نمونه و سنسور و اتصال مناسب سنسور به سطح نمونه، از گریس سیلیکون خلاً استفاده شد. به دلیل این که سنسورهای نشرآوابی به نویزهای مکانیکی و مغناطیسی حساس بوده، لذا برای شناسایی و حذف نویزهای، ابتدا دستگاه آزمون کشش شبه استاتیکی و خستگی را به صورت بدون بار، چندین مرتبه به سمت بالا و پایین حرکت داده و سیگنال‌های نشرآوابی ثبت شده توسط سنسورها که ناشی از نویزهای مغناطیسی و مکانیکی دستگاه و محیط است، با تنظیم سطح آستانه حذف می‌گردد. با انجام این فرآیند، حد آستانه dB ۳۷ برای آزمایش‌ها در نظر گرفته شد، به طوری که در حین آزمایش نمونه‌ها، نویزها حذف شده و دستگاه نشرآوابی فقط فعالیت‌های نشرآوابی نمونه‌های آزمایش را ثبت می‌نماید.

۲- روش آزمایش

۲-۱- بارگذاری شبه استاتیکی

آزمایش‌های شبه استاتیکی براساس استاندارد ASTM D5528 [19] انجام

1- HIWA

2- Dartec


3- AEWin

4- PCI-2

5- PICO

6- PAC

7- R50D

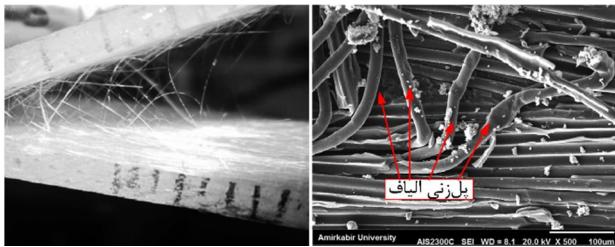

شکل 5 موقع پدیده پلزنی الیاف در نمونه با الیاف تک جهته

این نمونه‌ها با موقع پدیده پلزنی الیاف در پشت ترک، رشد ترک متوقف شده، بار آهسته آهسته بالا رفته و زمانی که نیرو به حد شکست الیاف‌ها بررسد، الیاف‌ها شکسته شده و نوک ترک به صورت ناگهانی رشد کرده و با موقع پدیده پلزنی مجدد الیاف‌ها، جایگزینی بین لایه‌ای متوقف می‌شود. هم‌چنین حالت افت و خیز نمودار نیرو-جایگزایی نمونه ۱۱ در ناحیه ۱۱۱ نشان‌دهنده موقع پدیده پلزنی الیاف در نمونه است.


به منظور انجام آزمایش بارگذاری خستگی، ابتدا نیاز است که مقادیر نیرو و جایگزایی متناظر با لحظه شروع رشد جایگزینی بین لایه‌ای در نمونه‌ها تعیین شده و با استفاده از این مقادیر مقدار چرمگی شکست بین لایه‌ای نمونه‌ها تعیین شود. به منظور تعیین مقادیر نیرو و جایگزایی بحرانی و چرمگی شکست بین لایه‌ای، از روش ارائه شده در استاندارد ASTM D5528 [19]، استفاده شد.

مطابق روند ارائه شده در استاندارد ASTM D5528، به منظور تعیین چرمگی شکست بین لایه‌ای در کامپوزیت، ابتدا، بار بحرانی (P_c) و جایگزایی بحرانی (d_c) متناظر با لحظه شروع رشد جایگزینی بین لایه‌ای در نمونه DCB را تعیین نموده، با قرار دادن این مقادیر در معادله (۱) مقدار چرمگی شکست بین لایه‌ای نمونه‌ها تعیین می‌گردد. به منظور تعیین لحظه شروع رشد جایگزینی بین لایه‌ای، در استاندارد ASTM D5528 سه روش پیشنهاد شده است. (۱) روش NL: بار و جایگزایی متناظر با نقطه غیرخطی شدن منحنی نیرو-جایگزایی نمونه، (۲) روش VIS: بار و جایگزایی متناظر با لحظه تشخیص چشمی رشد جایگزینی بین لایه‌ای و (۳) روش ۵%/ \max : بار و جایگزایی متناظر با لحظه افزایش ۵% نومونه^۱، یا بار و جایگزایی متناظر با لحظه ای که نیرو به بیشینه مقدارش می‌رسد.

براساس آن‌چه که در استاندارد ASTM D5528 بیان شده است، روش NL حد پایین مقادیر چرمگی شکست را ارائه داده و روش‌های VIS و ۵%/ \max حد بالای مقادیر چرمگی شکست را ارائه می‌دهند. همچنین بیان شده، که مقادیر بدست آمده با روش NL نسبت به دو روش دیگر ارجحیت داشته و این روش توسط استاندارد ASTM D5528 توصیه می‌گردد [19].

شکل 6 مقادیر چرمگی شکست بین لایه‌ای و جایگزایی بحرانی بدست آمده توسط هر کدام از سه روش فوق را برای نمونه‌های ۱۱ و ۱۱۱ نشان می‌دهد. برای تعیین دقیق تر چرمگی شکست بین لایه‌ای باید مقدار طول ترک اصلاح شود [19]. برای تعیین پارامتر اصلاح طول ترک (۴)، باستی منحنی نرمی نمونه-طول ترک را رسم نموده، سپس یک خط مستقیم بر داده‌ها برآش داد. نقطه تلاقی خط برآش داده شده با محور افقی نمودار، بیان‌گر مقدار ۴ است [19]. شکل 7 روند تعیین پارامتر ۴ را برای نمونه ۱۱ نشان می‌دهد. مقدار ۴ برای نمونه‌های ۱۱ و ۱۱۱ به ترتیب برابر ۲/۷ mm و ۴/۶ mm آمد.


با جایگذاری مقادیر بدست آمده در معادله (۱)، مقدار چرمگی شکست

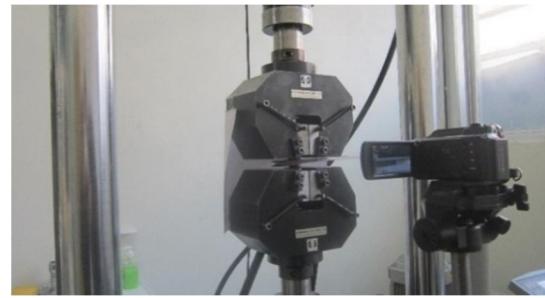


شکل 3 آزمون خستگی رشد جایگزینی بین لایه‌ای، تحت بارگذاری مود ۱

گرفتند. شکل 4 نمودارهای نیرو-جایگزایی و رشد جایگزینی بین لایه‌ای-جایگزایی نمونه‌های ۱۱ و ۱۱۱ را نشان می‌دهد. همان‌گونه که در شکل 4 مشخص است، نمودار نیرو-جایگزایی نمونه‌ها را می‌توان به سه ناحیه تقسیم نمود: (۱) ناحیه خطی منحنی نیرو-جایگزایی (۱) از نقطه غیرخطی شدن منحنی تا نیروی ماکریم (۱۱۱) بعد از نیروی ماکریم. در نمودار نیرو-جایگزایی نمونه ۱۱ در ناحیه ۱، نیرو با جایگزایی رابطه‌ای خطی داشته و جایگزینی بین لایه‌ای رشد نکرده است. در ابتدای ناحیه ۱۱، یک افت کوتچک در نمودار نیرو-جایگزایی را شاهدیم، که این افت متناظر با لحظه آغاز جایگزینی بین لایه‌ای در نمونه است. پس از این رشد لحظه‌ای، مدول مؤثر نمونه کاهش می‌یابد. به دلیل پدیده پلزنی الیاف، نیرو مجدد افزایش یافته و با رسیدن نیرو به حد تحمل نهایی نمونه، جایگزینی بین لایه‌ای به سرعت رشد نموده و نیرو افت می‌کند.

با مقایسه نمودار رشد جایگزینی بین لایه‌ای دو نمونه ۱۱ و ۱۱۱، مشاهده می‌شود که رشد ترک در نمونه ۱۱ حالتی پیوسته و یکنواخت‌تر داشته، در حالی که رشد ترک در نمونه ۱۱۱، حالت رشد ناگهانی-توقف دارد. دلیل این امر پدیده پلزنی الیاف در نمونه‌های با الیاف تک جهته است (شکل 5). در

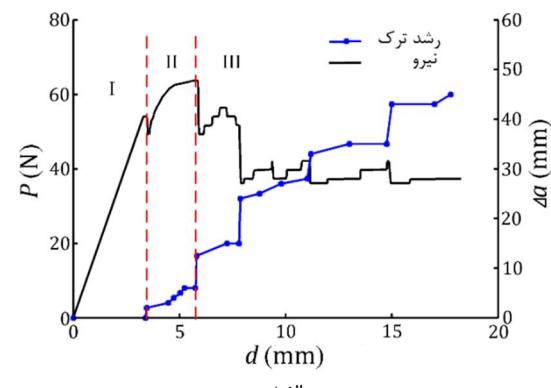

(الف)

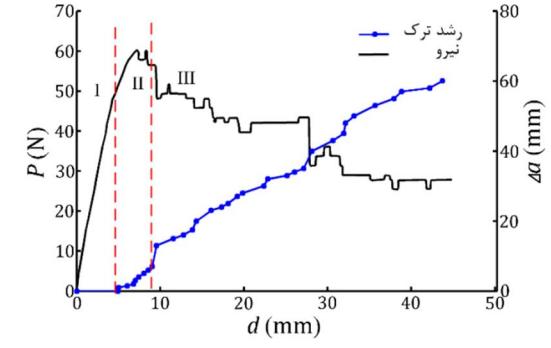

(ب)

شکل 4 نمودار نیرو-جایگزایی و رشد جایگزینی بین لایه‌ای - جایگزایی نمونه (الف) ۱۱ و (ب) ۱۱۱



تست‌های شبیه استاتیکی انجام شده و مقادیر چقرمگی شکست بدست آمده برای نمونه‌ها، نمونه‌ها براساس پارامترهای بارگذاری جدول 3 تحت آزمون خستگی در حالت بارگذاری کششی - کششی قرار گرفتند.

شکل 8 نمودار رشد ترک خستگی - تعداد سیکل را برای نمونه‌های U_F و W_F نشان می‌دهد. با مقایسه شکل‌های (الف) و (ب) مشخص است، که مشابه حالت بارگذاری شبیه استاتیکی، رشد ترک در نمونه با الیاف تک جهته (U_F) رفتار رشد-توقف را داشته و رشد ترک در آن به صورت مدام و پیوسته نیست. دلیل این امر، موقع پدیده پلزنی الیاف در نمونه است. اما در نمونه با الیاف بافت شده (W_F) مشابه بارگذاری شبیه استاتیکی، رشد ترک رفتاری پیوسته و یکنواخت دارد. همچنین، مشخص است که به دلیل پدیده پلزنی الیاف در نمونه U_F ، نرخ رشد ترک در این نمونه، نسبت به نمونه W_F کمتر است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، با افزایش تعداد سیکل‌ها و رشد جدایش بین لایه‌ای، نرخ رشد جدایش بین لایه‌ای کاهش می‌یابد. دلیل این موضوع این است که، چون آزمایش در حالت کنترل جابجایی انجام شده، در نتیجه مقدار جابجایی بیشینه و کمینه همواره در طول آزمایش ثابت است، اما با افزایش تعداد سیکل‌ها و رشد ترک، نیروی اعمالی به نمونه کاهش یافته و مطابق معادله (1)، میزان نرخ آزاد شدن انرژی کرنشی کاهش می‌یابد. در نتیجه، رفتار نرخ رشد ترک، کم می‌شود.

شکل 9 نمودار رشد ترک خستگی و انرژی نشر آوابی را برای نمونه‌های U_F و W_F نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشخص است، در تعداد سیکل‌های کم، که نرخ رشد ترک و گسترش خرابی در نمونه زیاد است، انرژی سیکل‌های نشر آوابی زیاد بوده و با افزایش تعداد سیکل‌ها و کاهش نرخ گسترش آسیب، از انرژی سیگنال‌های نشر آوابی کاسته می‌شود.

جدول 3 مشخصات نمونه‌ها و پارامترهای بارگذاری آن‌ها

فرکانس بارگذاری (Hz)	d_{min} (mm)	d_{max} (mm)	$R = \frac{d_{min}}{d_{max}}$	نمونه
3	1/2	3	0/4	U_F
3	2/4	6	0/4	W_F

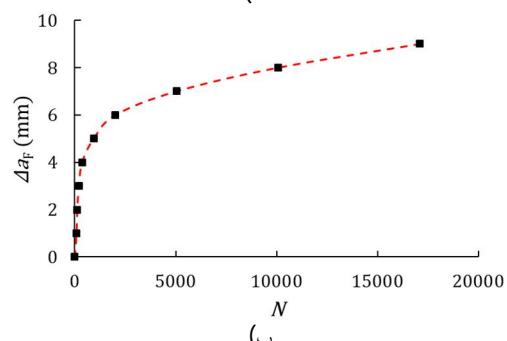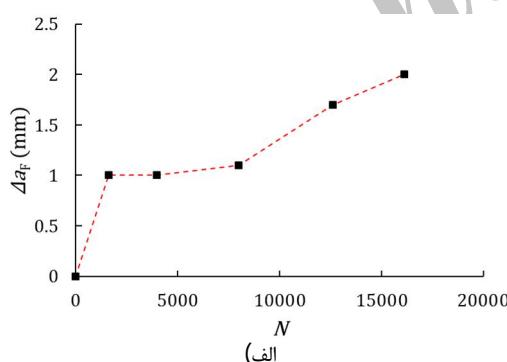

شکل 8 نمودار رشد ترک - تعداد سیکل، برای نمونه‌های (الف) U_F و (ب) W_F .



نمونه‌ها بدست می‌آید [19]. جدول 2 مقادیر چقرمگی شکست بدست آمده برای نمونه‌ها با سه روش فوق، را نشان می‌دهد.

$$G_I = \frac{3Pd}{2B(a + |A|)} \quad (1)$$

همان‌طور که مشاهده می‌شود، روش NL حد پایین مقادیر چقرمگی شکست را ارائه می‌دهد. برای محاسبه پارامترهای بارگذاری خستگی از مقادیر بدست آمده از روش NL استفاده می‌شود.

2-3- بارگذاری خستگی


به منظور بررسی رفتار جدایش بین لایه‌ای تحت بارگذاری خستگی، نمونه‌های DCB تحت بارگذاری نوسانی با فرکانس 3 Hz قرار گرفتند. با توجه به

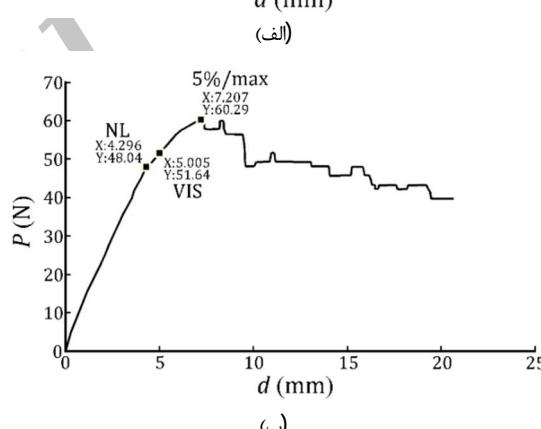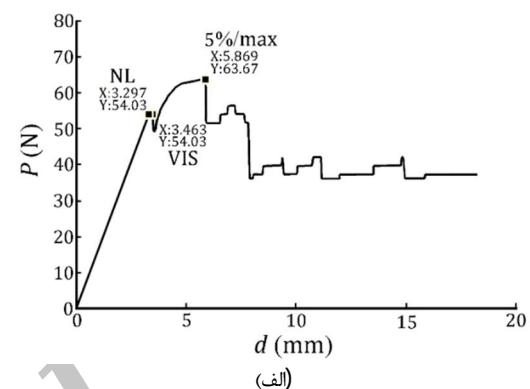


شکل 6 مقادیر بار بحرانی و جابجایی بحرانی بدست آمده توسط روش‌های ارائه شده در استاندارد ASTM D5528 برای نمونه‌های (الف) U_F و (ب) W_F .

جدول 2 مقادیر چقرمگی شکست بین لایه‌ای نمونه‌ها، براساس روش‌های ارائه شده در استاندارد ASTM D5528


G_I (kJ/m ²)	نمونه	
	5%/max	NL
0/50	0/25	0/24
0/61	0/36	0/29

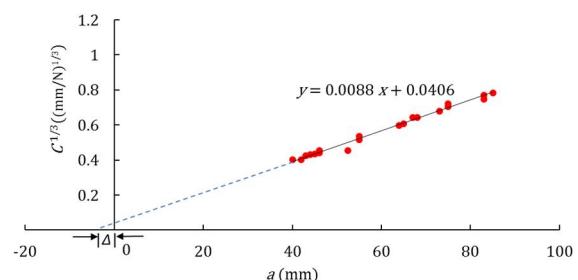

شکل 7 تعیین مقادیر پارامتر اصلاح طول ترک (4) برای نمونه U_S

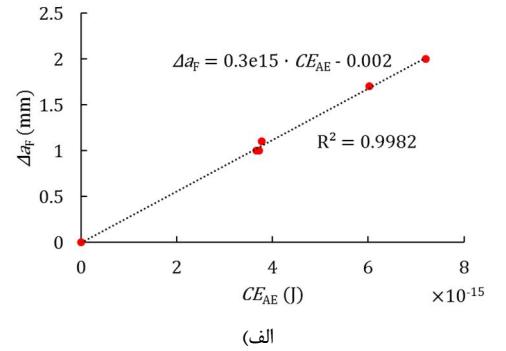

(الف)

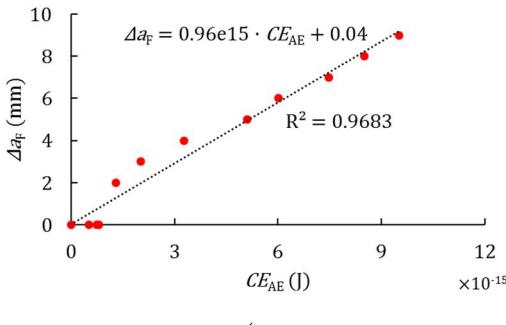


(ب)


شکل 11 رابطه خطی انرژی تجمعی نشرآوایی و رشد ترک خستگی برای نمونه (الف) W_F و (ب) U_F

مقادیر پیش‌بینی شده با روش نشرآوایی، برای نمونه‌های U_F و W_F در شکل 12 نشان داده است. همان‌گونه که مشخص است، مطابقت بسیار خوبی بین نتایج وجود دارد.

به منظور صحت‌سنجی روش پیشنهادی، نمونه‌ای مشابه نمونه W_F ، تحت بارگذاری خستگی با شدت کمتر قرار گرفت و منحنی رشد ترک خستگی آن با روش نشرآوایی پیش‌بینی شد و با مقادیر ثبت شده با دوربین مقایسه گردید (شکل 13). تطابق مطلوبی بین مقادیر پیش‌بینی نشرآوایی و مقادیر ثبت شده با دوربین وجود دارد.

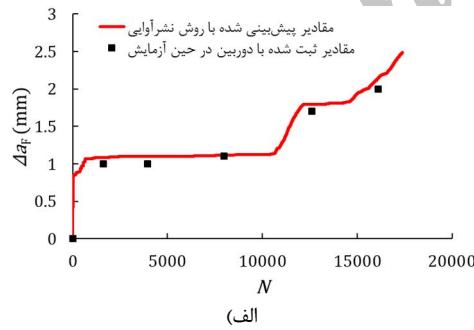


(الف)

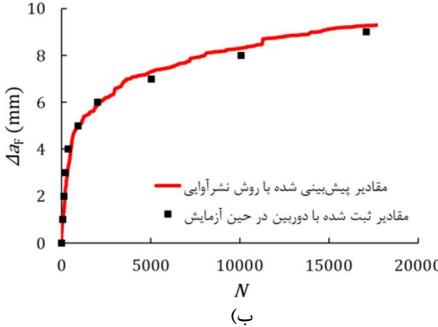


(ب)

شکل 12 منحنی رشد ترک بدست آمده از روش بازرسی چشمی و روش نشرآوایی برای نمونه (الف) U_F و (ب) W_F

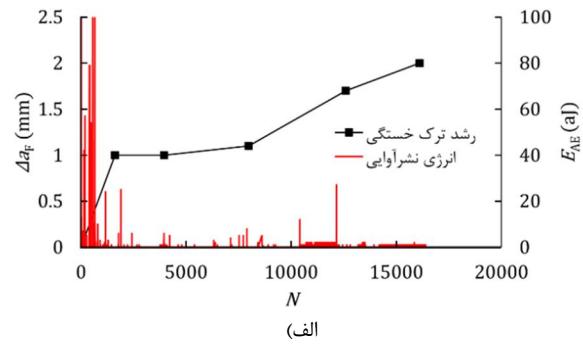

(الف)

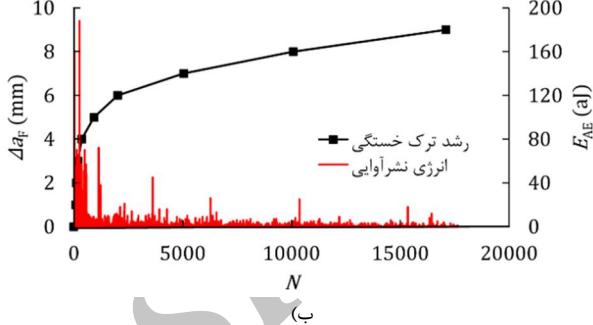


(ب)


شکل 10 نمودار رشد ترک - انرژی نشرآوایی برای نمونه (الف) U_F و (ب) W_F

نمودار انرژی تجمعی نشرآوایی برای نمونه‌های U_F و W_F در شکل 10 نشان داده شده است. با مقایسه شکل‌های 10 و 8 مشخص است که رشد ترک خستگی و انرژی تجمعی نشرآوایی رفتاری مشابه دارند. مطابق شکل 11، بین رشد ترک خستگی هر نمونه و انرژی تجمعی نشرآوایی آن، رابطه‌ای خطی وجود دارد. بنابراین، با داشتن انرژی تجمعی نشرآوایی می‌توان تاریخچه رشد ترک خستگی را بدست آورد.

با استفاده از روابط خطی ارائه شده در شکل 11، منحنی رشد ترک خستگی در نمونه‌ها به طور کامل و پیوسته پیش‌بینی می‌شود. منحنی رشد ترک خستگی ثبت شده با روش چشمی (استفاده از دوربین دیجیتال) و

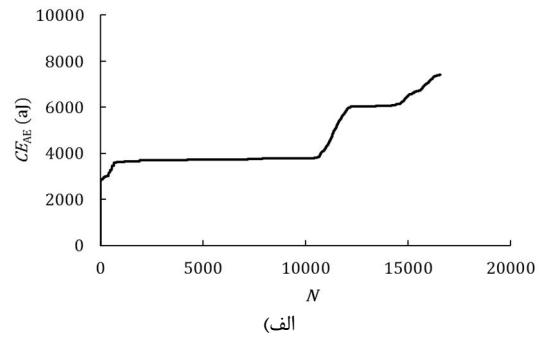


(الف)

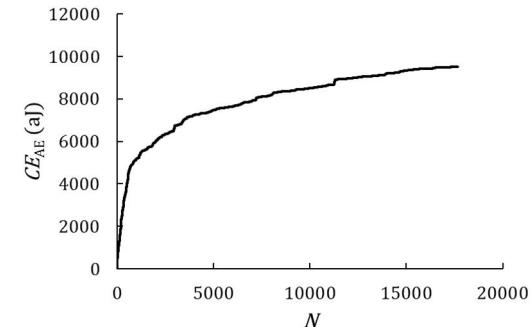


(ب)

شکل 10 نمودار انرژی تجمعی نشرآوایی برای نمونه (الف) U_F و (ب) W_F

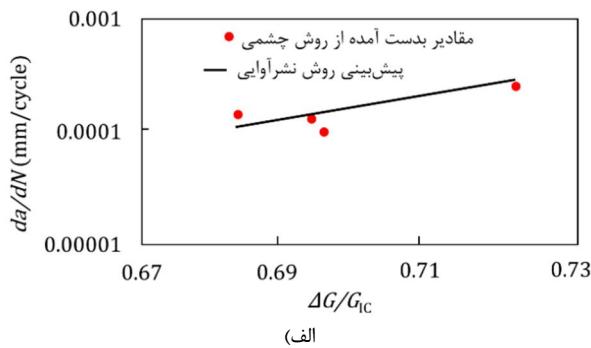

(الف)

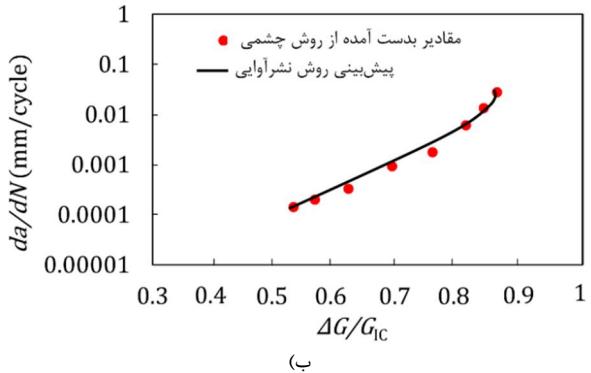


(ب)

شکل 15 منحنی نرخ رشد ترک خستگی بدست آمده از روش بازرسی چشمی و روش نشرآوایی برای نمونه (الف) U_f و (ب) W_f .

نشرآوایی، رفتار رشد جدایش بین لایه‌ای در کامپوزیت شیشه/اپوکسی تحت بارگذاری شبه‌استاتیکی و خستگی مود ۱ بررسی شد. ابتدا، نمونه‌های استاندارد مود ۱ از جنس شیشه/اپوکسی با دو نوع لایه‌چینی تک‌جهته و بافته شده، ساخته شدند. سپس نمونه‌ها تحت بارگذاری شبه‌استاتیکی قرار گرفته و رفتار رشد جدایش بین لایه‌ای در آن‌ها بررسی شد. مشخص شد که رشد جدایش بین لایه‌ای در نمونه با لایاف تک جهته پله پله بوده و حالت رشد-توقف دارد که این امر ناشی از پدیده پلزنی الایاف در این نمونه است. جدایش بین لایه‌ای در نمونه با لایاف بافته شده حداقل پیوسته و یکواخت داشت. سپس با استفاده از استاندارد مقادیر جابجایی و نیروی بحرانی و چرمگی شکست بین لایه‌ای نمونه‌ها تعیین شد. با استفاده از پارامترهای بدست آمده از آزمون شبه‌استاتیکی، نمونه‌های کامپوزیت تحت بارگذاری خستگی قرار گرفتند. رشد جدایش بین لایه‌ای در نمونه‌ها، رفتاری مشابه حالت شبه-استاتیکی داشت. سپس رفتار نشرآوایی نمونه‌های تحت بارگذاری خستگی بررسی شد و رابطه‌ای خطی بین انرژی تجمعی نشرآوایی و رشد ترک خستگی در نمونه‌ها با روش نشرآوایی پیش‌بینی گردید. نتایج پیش‌بینی شده مطابقت بسیار مطلوبی با نتایج ثبت شده با روش بازرسی چشمی در حین آزمایش داشت. در ادامه، با استفاده از روش نشرآوایی منحنی تغییرات نرخ آزاد شدن انرژی کرنشی و منحنی نرخ رشد ترک خستگی نمونه‌ها پیش‌بینی شد، که نتایج حاصله مطابقت مطلوبی با نتایج روش بازرسی چشمی داشتند. در انتها، به نظر می‌رسد روش نشرآوایی قابلیت مناسبی جهت بررسی سلامت سازه‌های کامپوزیتی تحت بارگذاری‌های شبه‌استاتیکی و خستگی داشته باشد.

5-تقدیر و تشکر

نویسنده‌گان این مقاله بر خود لازم می‌دانند، از مسئولین آزمایشگاه تست‌های غیرمخرب دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به خاطر در اختیار قرار

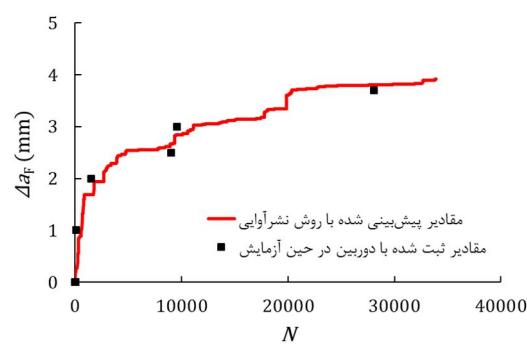


شکل 13 صحبت‌سنجی کارایی روش نشرآوایی برای پیش‌بینی منحنی رشد ترک در نمونه‌ای مشابه با نمونه W_f .

در حین رشد جدایش بین لایه‌ای در نمونه‌ها، به ازای طول ترک‌های مختلف و بارهای متناظر با آن‌ها، نمودارهای تغییرات نرخ آزاد شدن انرژی کرنشی و نرخ رشد ترک خستگی برای نمونه‌ها تعیین شد. شکل‌های ۱۴ و ۱۵ نمودارهای تغییرات نرخ آزاد شدن انرژی کرنشی و نرخ رشد ترک خستگی بدست آمده از داده‌های ثبت شده با روش چشمی و مقادیر پیش‌بینی شده با روش نشرآوایی را برای نمونه‌های U_f و W_f نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشخص است، نتایج پیش‌بینی نشرآوایی مطابقت مطلوبی با نتایج حاصل از بازرسی چشمی دارد. همچنان، نشرآوایی برخلاف روش چشمی که داده‌هایی کم و گسسته دارد، به دلیل پیش‌بینی پیوسته و لحظه‌ای طول ترک خستگی در حین آزمایش، منحنی‌هایی پیوسته برای کل زمان آزمایش بدست می‌دهد.

4-جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

جدایش بین لایه‌ای شایع‌ترین مکانیزم خرابی در چندلایه‌های کامپوزیتی است. از آن‌جا که اغلب سازه‌های مکانیکی تحت بارگذاری خستگی قرار دارند، بنابراین بررسی رفتار خستگی رشد جدایش بین لایه‌ای در کامپوزیت‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های مکانیکی و

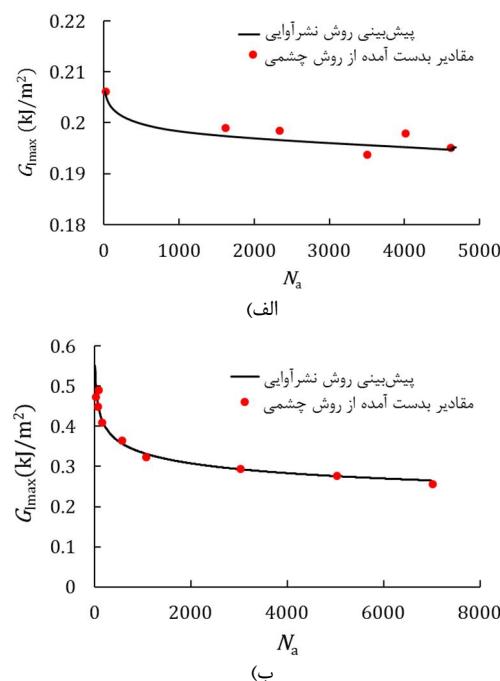

شکل 14 منحنی تغییرات نرخ آزاد شدن انرژی کرنشی بدست آمده از روش بازرسی چشمی و روش نشرآوایی برای نمونه (الف) U_f و (ب) W_f .

- [3] M. saeedifar, M. Fotouhi, R. Mohammadi, M. Ahmadi najafabadi, Hossein Hosseini Toudehsky, Investigation of delamination and interlaminar fracture toughness assessment of glass/epoxy composite by acoustic emission, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 14, No. 4, pp. 1-11, 2014 (In Persian).
- [4] S. Sridharan, *Delamination behaviour of composites*. CRC Press, New York, 2008.
- [5] J. Andersons, M. Hojo , S. Ochiai, Empirical model for stress ratio effect on fatigue delamination growth rate in composite laminates. *International Journal of Fatigue*, Vol. 26, No.6, pp. 597–604, 2004.
- [6] M. L. Benzeggagh, M. Kenane, Measurement of mixed-mode delamination fracture toughness of unidirectional glass/epoxy composites with mixed-mode bending apparatus. *Composites Science and Technology*, Vol. 56, No.4, pp. 439-49, 1996.
- [7] M. Fotouhi, M. Ahmadi Najafabadi, Investigation of the mixed-mode delamination in polymer-matrix composites using acoustic emission technique. *Journal of Reinforced Plastics and Composites*, Vol. 33, No. 19, pp. 1767-82, 2014.
- [8] J. Aghazadeh Mohandesi, B. Majidi, Fatigue damage accumulation in carbon/epoxy laminated composites. *Materials and Design* 2009; Vol. 30, No. 6, 1950–1956, 2009.
- [9] M. R. Bhat, C. R. L. Murthy, Fatigue damage stages in unidirectional glass-fibre-epoxy composites: identification through acoustic emission technique. *International Journal of Fatigue*, Vol. 15, No. 5, pp. 401-405, 1993.
- [10] I. Amenabar, A. Mendikute, A. López-Arraiza, M. Lizarranzu, J. Aurrekoetxea, Comparison and analysis of non-destructive testing techniques suitable for delamination inspection in wind turbine blades, *Composites Part B: Engineering*, Vol. 42, No. 5, pp. 1298-1305, 2011.
- [11] R. K. Miller. *Nondestructive testing Handbook: Acoustic emission testing*. 5 ed, American Society for Nondestructive Testing, 1987.
- [12] J. Yousefi, M. Ahmadi, M. N. Shahri, M. Hajikhani, Investigation of damage mechanisms in Glass/Epoxy composites by use of acoustic amission, *1st National Congress Aging Aircraft*, Tehran, Iran, 2011. (In Persian)
- [13] M. Saeedifar, M. Fotouhi, R. Mohammadi, M. Ahmadinajafabadi, M. Hajikhani, Classification of damage mechanisms during delamination growth in sandwich composites by acoustic emission, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 14, No. 6, pp. 144-152, 2014 (In Persian)
- [14] C. A. Paget, Delamination Location and Size by Modified Acoustic Emission on Cross-ply CFRP Laminates during Compression-Compression Fatigue Loading, *ICCM17proceedings*, UK, 2009.
- [15] G. Romhany, G. Szébényi, Interlaminar fatigue crack growth behavior of MWNT/carbon fiber reinforced hybrid composites monitored via newly developed acoustic emission method, *Express Polymer Letters*, Vol. 6, No. 7, pp. 572-580, 2012.
- [16] I. Silivridas, A. Maslouhi, G. LaPlante, Acoustic emission monitoring of interlaminar delamination onset in carbon fibre composites, *Structural Health Monitoring*, Vol. 12, No. 2, pp. 126-140, 2013.
- [17] C. Leone, G. Caprino, I. de Iorio, Interpreting acoustic emission signals by artificial neural networks to predict the residual strength of pre-fatigued GFRP laminates, *Composites Science and Technology*, Vol. 66, No. 2, pp. 233-239, 2006.
- [18] M. Bourchak, I. R. Farrow, I. P. Bond, C. W. Rowland, Acoustic Emission study of damage accumulation in CFRP composites under block loading, *11th European Conference on Composite Materials*, Greece, 2004.
- [19] ASTM D5528-01, Standard Test Method for Mode I Interlaminar Fracture Toughness of Unidirectional Fiber-Reinforced Polymer Matrix Composites, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2003.
- [20] ASTM D6115-97, Standard Test Method for Mode I Fatigue Delamination Growth Onset of Unidirectional Fiber-Reinforced Polymer Matrix Composites, ASTM International, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2011.

دادن تجهیزات این آزمایش، کمال تشرکر و قدردانی را بنمایند.

6- فهرست علائم

طول ترک (mm)	<i>a</i>
عرض نمونه	<i>B</i>
نرمی نمونه (mmN·1)	<i>C</i>
انرژی تجمعی نشرآوایی (aJ)	<i>CE_{AE}</i>
جابجایی (mm)	<i>d</i>
جابجایی بحرانی (mm)	<i>d_C</i>
کمینه جابجایی در بارگذاری خستگی (mm)	<i>d_{min}</i>
بیشینه جابجایی در بارگذاری خستگی (mm)	<i>d_{max}</i>
نرخ رشد ترک خستگی (mm/cycle)	$\frac{da}{dN}$
انرژی سیگنال‌های نشرآوایی (aJ)	<i>E_{AE}</i>
نرخ آزاد شدن انرژی کرنشی (kJm ⁻²)	<i>G_I</i>
چقرمگی شکست بین لایه‌ای (kJm ⁻²)	<i>G_{IC}</i>
بیشینه نرخ آزاد شدن انرژی کرنشی در بارگذاری خستگی (kJm ⁻²)	<i>G_{Imax}</i>
تعداد سیکل‌ها در بارگذاری خستگی	<i>N</i>
تعداد سیکل تا شروع رشد ترک	<i>N_a</i>
روش نقطه غیر خطی شدن نمودار نیرو - جابجایی	<i>NL</i>
نیرو (N)	<i>P</i>
نیروی بحرانی (N)	<i>P_C</i>
نسبت جابجایی کمینه به بیشینه در بارگذاری خستگی	<i>R</i>
روش چشمی	<i>VIS</i>
روش بیشینه بار یا افزایش 5% نرمی نمونه	5%/max
علام بونانی	
پارامتر اصلاح طول ترک (mm)	Δ
رشد ترک (mm)	Δa
رشد ترک خستگی (mm)	Δa_F
اختلاف بین بیشینه و کمینه نرخ آزاد شدن انرژی	ΔG
کرنشی در بارگذاری خستگی (kJm ⁻²)	

7- مراجع

- [1] M. Fotouhi, H. Heidary, M. Ahmadi, F. Pashmforoush, Characterization of composite materials damage under quasi-static three-point bending test using wavelet and fuzzy C-means clustering, *Journal of Composite Materials*, Vol. 46, No. 15, pp. 1795-1808, 2012.
- [2] P. H. Ziehl, *Development of a damage based design criterion for fiber reinforced vessels*, Phd Thesis, The University of Texas at Austin, 2000.