

پارامترهای موثر در نیروی فرآیند اکستروژن پیش‌فرم پره آلیاژ Ti-6Al-4V

مهندی تاجداری^{۱*}, علی عبدالهی خانگاهی^۲, حمید عربی^۳

۱- استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه مهندسی مکانیک، اراک، ایران

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

۳- کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

* اراک، صندوق پستی ۳۸۱۶۱-۱۹۱۳۵

اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل

دریافت: ۲۳ تیر ۱۳۹۴

پذیرش: ۰۴ مهر ۱۳۹۴

ارائه در سایت: ۲۴ آبان ۱۳۹۴

کلید واژگان:

فرآیند اکستروژن

پیش‌فرم پره

آلیاژ Ti-6Al-4V

چکیده
نمودار المان محدود سه بعدی "دفرم" برای توصیف رفتار تغییر شکل پلاستیک قطعه کار Ti-6Al-4V در طی فرآیند اکستروژن پیش‌فرم پره استفاده شده است. تحت شرایط اکستروژن مختلف، بررسی آنالیز عددی پارامتر نیروی فرآیند در طی فرآیند اکستروژن ارائه شده است. اثرات نسبی دمای بیلت، ضریب اصطکاک و دمای قالب روی نیروی فرآیند مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین ضریب اصطکاک فرآیند، آزمون فشار حلقه روی الیاژ Ti-6Al-4V با روان کاری شیشه انجام پذیرفت. همچنین آزمایش تجربی برای تولید پیش‌فرم پره آلیاژ Ti-6Al-4V با موفقیت انجام پذیرفت. مشاهده شد که درجه حرارت اولیه بیلت تاثیر زیادی در نیروی فرآیند اکستروژن پیش‌فرم پره آلیاژ Ti-6Al-4V دارد. تاثیر دمای قالب در مقایسه با تاثیر دمای بیلت در نیروی فرآیند کمتر می‌باشد. با افزایش دمای قالب، نیروی فرآیند کاهش می‌یابد. در آزمون‌های تجربی مشاهده شد که فرآیند انتقال بیلت از کوره به قالب تاثیر بسزایی در انجام فرآیند اکستروژن دارد زیرا فرآیند انتقال بیلت از کوره به قالب مستقیماً باعث تغییر دمای اولیه بیلت درست قبل از فرآیند اکستروژن می‌شود. با کاهش زمان انتقال و جاذبه ای بیلت از کوره به قالب، دمای بیلت در اثر مجاورت بیلت با هوای محیط، کاهش کمتری داشته و در نتیجه شکل دهی آسان‌تر می‌شود. همچنین با افزایش ضریب اصطکاک، نیروی لازم جهت اکستروژن پیش‌فرم پره آلیاژ Ti-6Al-4V نیز افزایش می‌یابد.

Effective parameters on force of Ti-6Al-4V alloy blade preform extrusion process

Mehdi Tajdari^{1*}, Ali Abdollahi khangahi², Hamid Arabi²

۱- Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, Iran

۲- Department of Mechanical Engineering, Malek e ashtar University of Technology, Tehran, Iran

* P.O.B. 38161-19135, Arak, Iran, me-tajdari@iau-arak.ac.ir

ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper

Received 14 July 2015

Accepted 26 September 2015

Available Online 15 November 2015

Keywords:
Extrusion process
blade perform
Ti-6Al-4V alloy

ABSTRACT

"DEFORM" three-dimensional finite element software is used to describe the behavior of plastic deformation of Ti-6Al-4V workpiece during blade preform extrusion process. Under different conditions of extrusion, numerical analysis of the process force parameter during extrusion process is presented. The relative effects of billet temperature, friction coefficient and die temperature on process force were investigated. To determine the process friction coefficient, the ring compression test of Ti-6Al-4V alloy with glass lubrication was performed. Also experimental tests were successfully done in order to manufacture blade preform. It was observed that billet temperature has much effect on force of Ti-6Al-4V alloy blade preform extrusion process. Die temperature has effect on the process force but its effect is not as much as the effect of the billet temperature. By increasing of the die temperature, the process force decreases. Experimental tests showed that the billet transfer process from the furnace to die has important effect on done or not done of the extrusion process because the billet transfer process from the furnace to die is cause of alters the billet initial temperature just before extrusion process. By reducing of the placing and transfer time of billet from the furnace to die, due to the vicinity of the billet and air, billet temperature have less reduction and therefore it becomes easier to shape. Also by increasing the friction coefficient, the force required for extrusion of Ti-6Al-4V alloy blades preform increased.

شمش آلیاژ Ti-6Al-4V در دمای بالای دمای استحاله بتا انجام می‌گیرد. در

بالای دمای استحاله بتا، Ti-6Al-4V دارای ریزساختار تک‌فازی بتا (با شبکه کریستالی مکعبی مرکزدار^۱) و در زیر این دما دارای ریزساختار دوفازی آلفا (با

1- bcc

۱- مقدمه

آلیاژ Ti-6Al-4V پرکاربردترین آلیاژ تیتانیوم می‌باشد. این آلیاژ یک آلیاژ دوفازی با چگالی کم، استحکام بالا و مقاومت به خوردگی عالی است و یک انتخاب ایده‌آل برای کاربرد در صنایع هواپیما می‌باشد. فرآیند شکل دهی

Please cite this article using:

M. Tajdari, A. Abdollahi khangahi, H. Arabi, Effective parameters on force of Ti-6Al-4V alloy blade preform extrusion process, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 15, No. 12, pp. 107-112, 2015 (in Persian)

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

www.SID.ir

همکارانش (2011) تاثیر کاهش و درجه حرارت قطعه کار اولیه که از جنس Ti-6Al-4V می باشد را روی نیروی موردنیاز برای اکستروژن، ایجاد کرنش حداکثر و تشکیل ترک های سطحی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. این تحقیق نشان داد که افزایش درجه حرارت و تغییر شکل پلاستیک ممکن است به ترک های سطحی منجر شود [2]. میرمحمدی و همکارانش (2014)، اثرات و اهمیت پارامترهای فرآیند و هندسه قالب در نیروی اکستروژن و افزایش دمای بی درو را بررسی کردند [1].

بررسی مقالات منتشر شده نشان می دهد که تعداد مقالات مرتبط با اکستروژن پیش فرم پره آلیاژ Ti-6Al-4V بسیار محدود است. پاره ای تحقیقات درباره پارامترهای موثر بر نیروی فرآیند اکستروژن آلیاژ Ti-6Al-4V وجود داشته؛ اما هیچ تحقیق کاملی در مورد نیروی فرآیند اکستروژن پیش فرم پره آلیاژ Ti-6Al-4V که دارای حفره قالب پیچیده ای می باشد، وجود ندارد. برای این منظور یک مدل المان محدود سه بعدی اکستروژن مستقیم اتخاذ شده و این مدل توسط آزمایش های تجربی تایید شد. سپس از این مدل برای شبیه سازی اکستروژن مستقیم غیرهمدمای پیش فرم پره آلیاژ Ti-6Al-4V با پارامترهای مختلف استفاده شد. اثر پارامترهای زمان انتقال بیلت از کوره به قالب، دمای قالب و اصطکاک فرآیند در نیروی فرآیند به دقت بررسی شد تا درنهایت بتوان پره های تولید کرد که بهینه ترین حالت را دارا باشد.

2- طراحی و تحلیل فرآیند

اگرچه به منظور تولید پره های تیتانیومی کمپرسور موتور هوایی از فرایند فورج استفاده می گردد، اما نظر به این که شکل هندسی این پره ها بسیار پیچیده است نمی توان تنها در طی یک مرحله فورج، بیلت اولیه (که معمولاً به صورت استوانه ای است) را به طور مستقیم به شکل پرهی نهایی درآورد. چنین کاری از آن جا که مستلزم ایجاد تغییر شکل شدید در ماده و وادار نمودن حجم زیادی از ماده به جریان می باشد نیازمند تامین نیروهای بسیار زیاد بوده و منجر به ایجاد سایش شدید قالب (به دو علت نیروی اعمالی زیاد و حرکت نسبی زیاد بین قالب و ماده)، شکست ناگهانی قالب و عدم امکان کنترل خواص متالورژیکی پرهی نهایی خواهد شد. از این رو انجام یک فرایند میانی پریفورمسازی برای این که شکل هندسی قطعه به شکل نهایی نزدیک شود ضروری است. مهمترین فرایند پیشنهاد شده برای ساخت پریفورم فورج پره، فرآیند اکستروژن است.

2-1- اتخاذ مدل المان محدود

یک مدل سازی ترمودینامیکی برپایه روش های المان محدود پلاستیک - صلب برای شبیه سازی فرآیند اکستروژن با پارامترهای طراحی مختلف، اتخاذ شد. در این تحقیق از نرم افزار المان محدود دفرم برای انجام شبیه سازی ها استفاده شده است. هندسه قطعه کار، قالب و رم در نرم افزارهای المان محدود و با فرمت کامپیوتر) طراحی شد و سپس به نرم افزارهای المان محدود و با فرمت استاندارد اس تی ال⁴ انتقال یافت. قالب و رم به عنوان جسم صلب و قطعه کار به عنوان جسم پلاستیک - صلب در نظر گرفته شد. در شکل 1 مدل بیلت اولیه و قطعه کار نهایی را مشاهده می کنید.

مطابق شکل 2- a برای تحلیل تغییر شکل بیلت، از المان بندی مطلق سه ضلعی با تعداد المان 34320 (با اندازه کوچک ترین المان 0.3) استفاده شد. با انجام شبیه سازی های متعدد و مقایسه نتایج آن با نتایج آزمایش های تجربی، این نوع المان بندی (با در نظر گرفتن دو فاکتور زمان انجام شبیه سازی و دقت نتایج شبیه سازی) برای قطعه کار تعیین شد.

3- CAD
4- STL


شبکه کریستالی شش وجهی فشرده¹ و بتا می باشد. خنک کاری از ریز ساختار تک فازی بنا باعث تولید ریز ساختار لایه ای می شود که ممکن است برای برخی از کاربردها نامناسب باشد؛ بنابراین فرآیند شکل دهنده باید به گونه ای طراحی شود که دمای قطعه کار در طول فرآیند شکل دهنده از دمای استحاله بنا بالاتر نرود [1]. از طرفی نشش جریان آلیاژ Ti-6Al-4V به تغییرات درجه حرارت بسیار حساس است بطوری که اگر دمای بیلت از حد معینی کمتر باشد به دلیل افزایش بیش از حد استحکام تسلیم آن، فرآیند اکستروژن انجام نمی پذیرد [1]. بنابراین ضروری است که فرآیند اکستروژن آلیاژ Ti-6Al-4V در یک محدوده دمایی معینی انجام پذیرد. در اکستروژن آلیاژ های تیتانیوم، شیشه به عنوان روان کار به قطعه کار اعمال می شود که همچنین به عنوان یک عایق حرارتی برای کاهش اثر سرمایش قالب نیز عمل می کند [2]. یکی از کاربردهای آلیاژ Ti-6Al-4V تولید پره های موتور هوایی اما از این آلیاژ می باشد. برای تولید این پره ها، یک بیلت اولیه در دو مرحله اکستروژن و فورج به پره تغییر شکل داده می شود. در این مقاله شبیه سازی و ساخت پیش فرم پره آلیاژ Ti-6Al-4V با استفاده از فرآیند اکستروژن بررسی شده است.

نتایج تعدادی از تحقیقات در مورد اکستروژن مستقیم غیرهمدمای آلیاژ Ti-6Al-4V منتشر شده است. اوی و همکارانش (1998) طراحی پیش فرم برای آهنگری قطعات آیرودینامیکی (مانند پره) را با استفاده از شبیه سازی المان محدود انجام دادند. مشاهده شد که شکل پیش فرم روی جریان فلزی، تغییر شکل پلاستیک، نیروی شکل دهنده و توزیع فشار تتماسی در قالب (در مرحله آهنگری پیش فرم) تاثیر گذار می باشد [3]. آزمایش حلقه روی نمونه ای از جنس Ti-6Al-4V با روان کاری شیشه² که به هر دو سمت نمونه آغشته شده بود، توسط لی و همکارانش (2000) انجام شد [4]. وقوع ناپایداری های جریان در طول کار گرم آلیاژ Ti-6Al-4V با کمک آزمون فشار گرم توسط سشاچاریولو و همکارانش (2001) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که این مواد دارای جریان پایدار در نرخ کرنش پایین می باشند [5]. لی و همکارانش همچنین (2002) اکستروژن گرم آلیاژ Ti-6Al-4V را با استفاده از شبیه سازی المان محدود مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این تحقیق نتایج حاصل از شبیه سازی ها با نتایج آزمایش های تجربی مقایسه شدند. توزیع کرنش، درجه حرارت و نتش موثر تحت شرایط مختلف طراحی و تولید توسط آن ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت [6]. اصول و مهارت های اکستروژن گرم آلیاژ Ti-6Al-4V توسط برگمینی و همکارانش (2003) مورد بررسی قرار گرفت. تحقیقات آن ها نشان داد که دمای تغییر شکل پلاستیک گرم با ایستی کمی بالاتر از دمای انتقال بنا باشد [7]. راه کارهای پیش بینی و کنترل اعوجاج قطعه کار در طی اکستروژن گرم آلیاژ های تیتانیوم توسط داموداران و همکارانش (2004) بررسی شد [8]. براسچی و همکارانش (2004) کار پذیری داغ آلیاژ Ti-6Al-4V را به وسیله آزمون فشار گرم انجام دادند. آن ها اثر ویژگی های ریز ساختار را روی نمونه تغییر شکل یافته مورد بررسی قرار دادند [9]. زربتسو و همکارانش (2008) اثر اکستروژن هیدرواستاتیک را روی ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V با ریز ساختار چند لایه بررسی کردند. آنها دریافتند که اکستروژن هیدرواستاتیک باعث افزایش قابل توجه استحکام آلیاژ می شود [10]. علی میرزا لو و همکارانش (2010) طراحی پیش فرم برای آهنگری غیر هم دما پره کمپرسور توربین گازی را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج تحقیقات آن ها نشان داد که شکل پیش فرم پره نقش مهمی را در وضعیت آن داخل حفره قالب طی فرآیند آهنگری دارد [11]. عنایتی و



1- hcp
2- A5 glass

کوره تا 975 درجه سانتی گراد افزایش داده می شود. در این تحقیق دمای قالب در محدوده 350 الی 500 درجه سانتی گراد و نیز دمای سنبه برابر 20 درجه سانتی گراد می باشد. در شکل 4 قالب مونتاژ شده روی پرس اکستروژن هیدرولیکی 50 تنی مشاهده می شود. فرآیند تولید پیش فرم پره تیتانیومی در سه مرحله انجام می پذیرد. مرحله اول شامل انتقال بیلت گرم شده از کوره به قالب می باشد؛ مرحله دوم شامل جاگذاری بیلت در قالب می باشد و مرحله سوم انجام فرآیند اکستروژن را شامل می شود.


در این تحقیق از زمان های انتقال 2 تا 12 ثانیه در شبیه سازی ها استفاده شده است تا تاثیر آن روی نیروی فرآیند مشاهده شود. همچنین فرآیند در قالب با دماهای مختلف 350، 400، 450 و 500 درجه سانتی گراد انجام پذیرفت تا تاثیر دمای قالب روی نیروی فرآیند نیز مشخص گردد. چون در آزمایش تجربی این فرآیند از شیشه به عنوان روان کار استفاده شده است؛ برای تعیین ضریب اصطکاک فرآیند، آزمون فشار حلقه روى آلیاژ Ti-6Al-4V با روان کاری شیشه انجام پذیرفت. در شکل 5، تصاویر حلقه روان کاری شده قبل و بعد از آزمایش حلقه مشاهده می شود. با توجه به نمودار آزمون فشار حلقه در شکل 6، مشخص گردید که ضریب اصطکاک فرآیند برابر 0.3 می باشد. در تحلیل فرآیند از مدل اصطکاک برشی استفاده شده است.

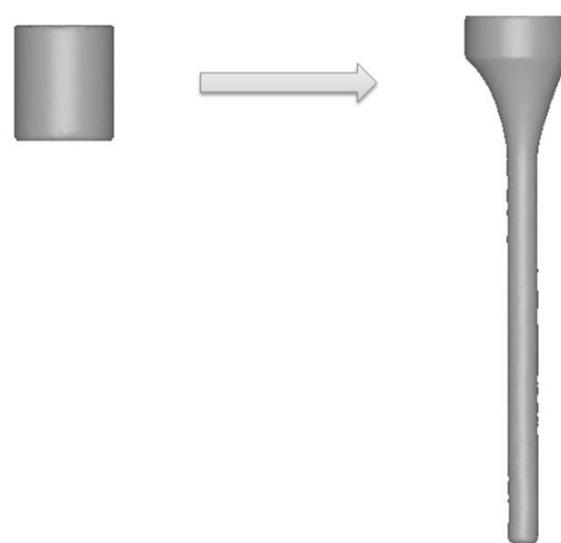


شکل 1 مدل بیلت اولیه و قطعه کار نهایی

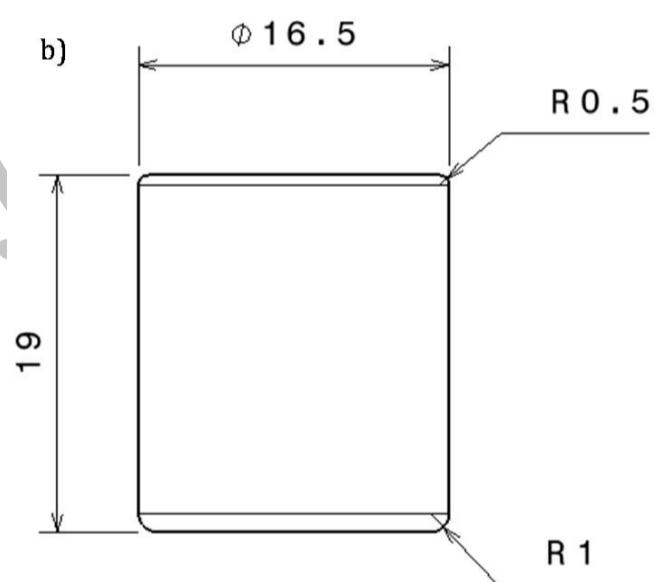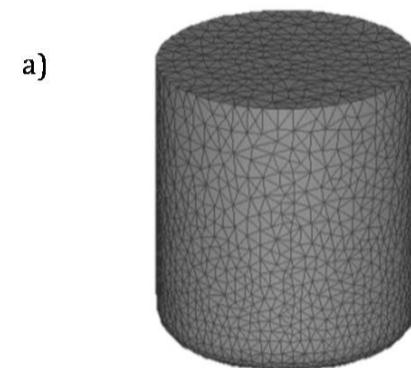


شکل 2 مدل بیلت اولیه (الف) المان بندی بیلت (ب) ابعاد هندسی بیلت

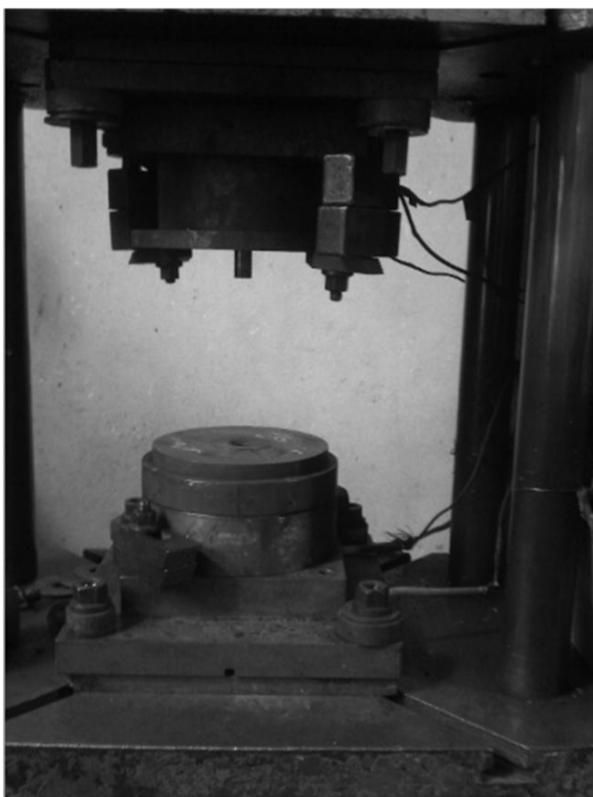

شکل 4 دستگاه پرس اکستروژن

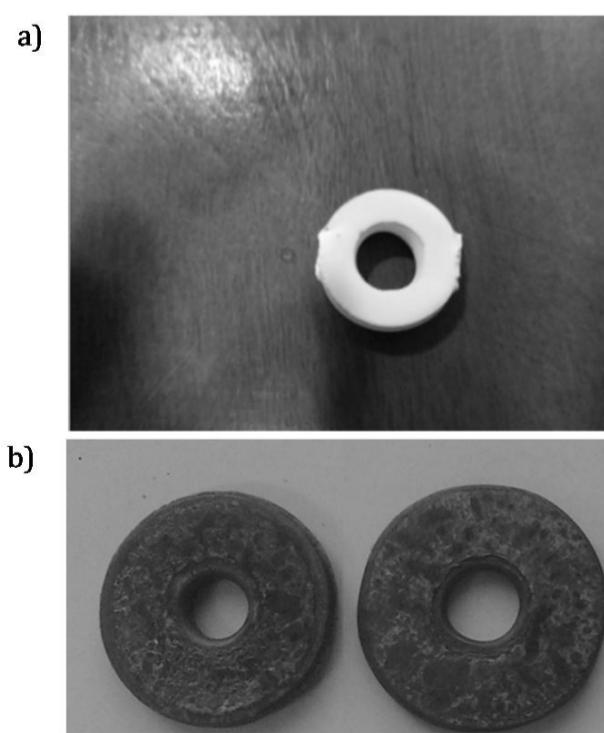

شکل 5 حلقه روان کاری شده (الف) قبل از آزمون حلقه (ب) بعد از آزمون حلقه

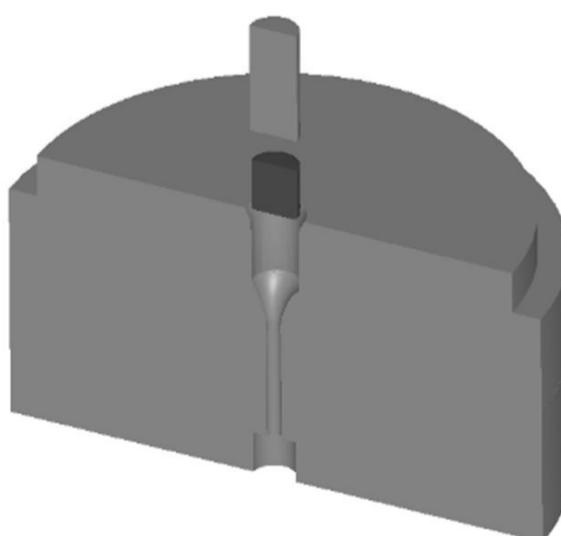

شکل 3 مدل شبیه سازی قالب، سنبه و بیلت

همچنین ابعاد هندسی بیلت اولیه در شکل 2- b نشان داده شده است. در شکل 3 هندسه قالب، سنبه و بیلت مشاهده می شود.

2-2- پارامترهای اتخاذ شده برای مطالعه اثرات آنها
فرآیند اکستروژن پیش فرم پره آلیاژ Ti-6Al-4V در حالت گرم غیرهمدم انجام می پذیرد. از این رو قبل از انجام فرآیند دمای اولیه بیلت با استفاده از یک

اصطکاک فرآیند برابر ۰.۳ می باشد، اما حائز اهمیت است که بدانیم در صورت تغییر روان کار، نیرو چه تغییری خواهد کرد. از این رو تغییرات نیرو به ازای تغییرات ضریب اصطکاک فرآیند مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور مجموعه شبیه سازی هایی برای نشان دادن تاثیر اصطکاک در فرآیند، با ثابت گرفتن همه متغیرها و متفاوت گرفتن ضریب اصطکاک (۰.۲۵، ۰.۳، ۰.۴ و ۰.۵) انجام پذیرفت. در جدول ۱ پارامترهای اتخاذ شده برای فرآیند مشاهده می شود.

لازم به ذکر است که ضریب انتقال حرارت بیلت از مرجع [11] استخراج شد.

۳- تاثیر پارامترهای فرآیند روی نیروی فرآیند اکستروژن پیش فرم پره آلیاژ Ti-6Al-4V

با توجه به نمودار پارتو اثرات استاندارد شده در نیروی فرآیند اکستروژن آلیاژ Ti-6Al-4V ، که در شکل ۷ نشان داده شده است، می توان فهمید که سرعت رم، درجه حرارت قالب، درجه حرارت قطعه کار، شعاع پخ ورودی، زاویه قالب و شعاع پخ خروجی اثرات قابل توجهی روی نیروی اکستروژن دارند. سرعت رم بیشترین تاثیر را روی نیروی اکستروژن دارد. از طرفی می توان دریافت که اگرچه زاویه قالب، شعاع پخ ورودی و خروجی روی نیروی اکستروژن اثر دارند ولی اثر آنها چندان قابل توجه نیست [1]. نتایج نشان می دهد که درجه حرارت سنبه تاثیر زیادی روی نیروی اکستروژن ندارد. در اکستروژن غیرهم-دما آلیاژ Ti-6Al-4V، به دلیل اختلاف دمای بین قطعه کار و قالب، پدیده سرد شدن قالب رخ می دهد. در مرحله انتقال بیلت از کوره به قالب، زمان انتقال بیشتر باعث اتلاف حرارت بیشتر بیلت شده و تنفس جریان را نیز افزایش می دهد. در اکستروژن آلیاژ Ti-6Al-4V شبیه سازی که به عنوان روان کار به سطح قطعه کار اعمال می شود، به عنوان یک مانع حرارتی نیز عمل کرده و پدیده سرد شدن قالب را مخصوصا در زمان توقف، کمتر می کند [1].


۴- نتایج و بحث

۴-۱- نتایج شبیه سازی ها


نیرو در طول فرآیند اکستروژن پیش فرم پره آلیاژ Ti-6Al-4V به پارامترهای نظری درجه حرارت اولیه بیلت، ضریب اصطکاک سطح، دمای قالب و ... بستگی دارد [1]. نیروی لازم جهت اکستروژن پیش فرم پره در زمان انتقال ۶ ثانیه (دمای اولیه بیلت ۹۱۹ در شروع فرآیند) و ضریب اصطکاک ۰.۳ در شکل ۸ مشاهده می شود. حداکثر نیروی فرآیند اکستروژن پیش فرم پره برابر ۱۴۶.۷ کیلونیوتن می باشد.

چهار مورد شبیه سازی فرآیند اکستروژن پیش فرم پره برای مشاهده تاثیر دمای قالب روی نیروی فرآیند انجام پذیرفت. در این شبیه سازی ها همه پارامترهای فرآیند به جز دمای قالب یکسان در نظر گرفته شد. شبیه سازی ها در چهار دمای ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰ و ۵۰۰ درجه سانتی گراد برای قالب انجام پذیرفت. در نمودار شکل ۹ تغییرات نیروی فرآیند بر حسب تغییرات دمای قالب مشاهده می شود. نتایج نشان داد که با افزایش دمای قالب، نیروی فرآیند نیز کاهش می یابد. شایان ذکر است که در عمل دمای قالب را نمی توان بیشتر از ۵۰۰ درجه سانتی گراد در نظر گرفت، چون در دمای بالاتر از ۵۰۰ درجه سانتی گراد، قالب سختی خود را از دست می دهد و ممکن است در اثر شدت نیروهای وارد از طرف بیلت، تغییر فرم پیدا کند. در حالت کلی می توان گفت که دمای قالب روی نیروی فرآیند تاثیر دارد اما تاثیر آن به اندازه تاثیر زمان انتقال بیلت در نیروی فرآیند نمی باشد [1]. دلیل آن نیز به تاثیر بیشتر پارامتر زمان انتقال در دمای اولیه بیلت برمی گردد.


با کاهش زمان انتقال و جاگذاری بیلت از کوره به قالب، دمای بیلت در اثر

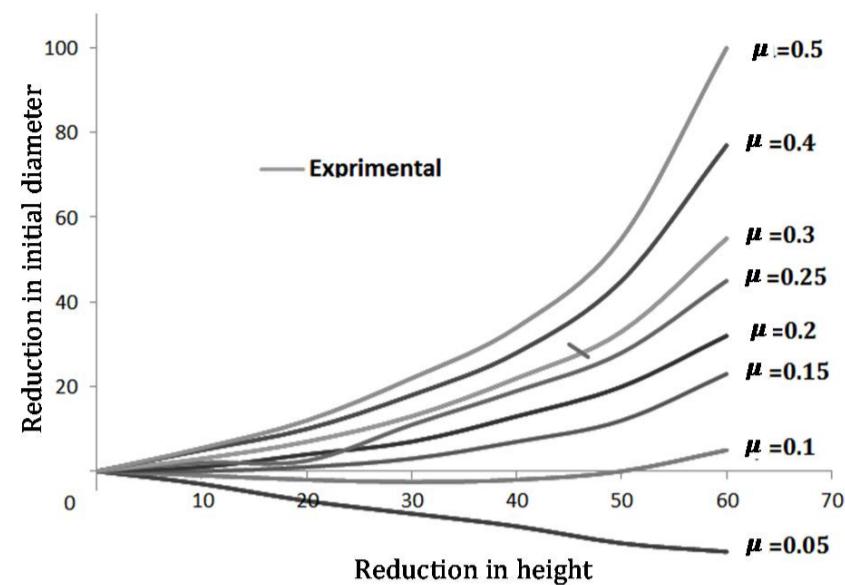

شکل ۶ نمودار آزمون فشار حلقه آلیاژ Ti-6Al-4V حاصل از ترکیب نتایج آزمایش های شبیه سازی و تجربی

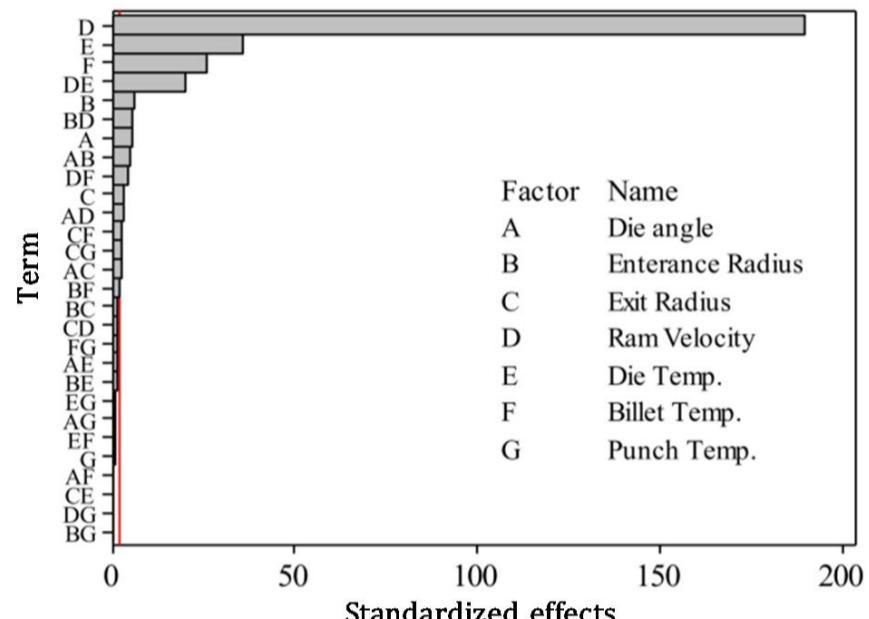

شکل ۷ نمودار پارتو حاصل از آزمایش های شبیه سازی اثرات استاندارد پارامترهای مختلف روی نیروی اکستروژن [1].

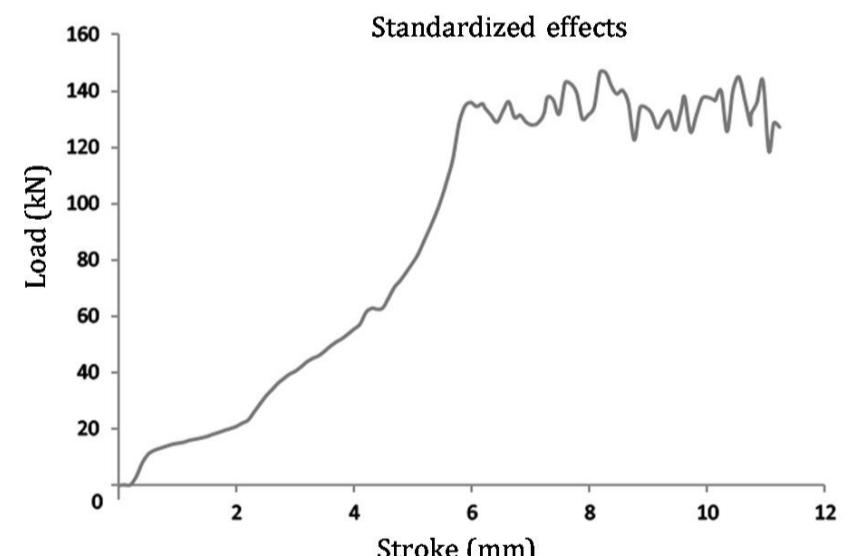

شکل ۸ نیروی اکستروژن در طی فرآیند شبیه سازی اکستروژن پیش فرم پره آلیاژ Ti-6Al-4V

جدول ۱ پارامترهای اتخاذ شده برای فرآیند

پارامتر	مقدار
ضریب انتقال حرارت بیلت	۵(N/(s.mm°C))
ضریب اصطکاک	۰/۳
دمای اولیه بیلت	۹۷۵ °C
دمای قالب	۳۵۰ - ۵۰۰ °C
دمای سنبه	۲۰ °C
سرعت سنبه	۱۰ (mm/s)

همان طور که ذکر شد با توجه به روان کار استفاده شده در این پروژه، ضریب



شکل 12 قطعات اکسٹرو شده با دمای قالب متفاوت - دمای قالب به ترتیب از سمت چپ 400، 425، 450 و 475 °C است.


مجموعه شبیه‌سازی‌هایی برای نشان دادن تاثیر اصطکاک در فرآیند، با ثابت گرفتن همه متغیرها و متفاوت گرفتن ضریب اصطکاک انجام پذیرفت. در شکل 11 تغییرات نیروی فرآیند به ازای چهار ضریب اصطکاک مختلف ($\mu = 0.25, 0.3, 0.4$ و 0.5) مشاهده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش ضریب اصطکاک، نیروی لازم جهت اکسٹروود کردن پیش فرم پره آلیاژ Ti-6Al-4V نیز افزایش می‌یابد [4]. همچنین مشاهده شد که نیروی فرآیند در ضریب اصطکاک 0.25 حدود 40 کیلونیوتن کمتر از نیروی فرآیند در ضریب اصطکاک 0.5 می‌باشد. بنابراین هرچقدر بتوان ضریب اصطکاک فرآیند را با استفاده از روان‌کار مناسب کاهش داد، فرآیند بهینه‌تر و به صرفه‌تر قابل انجام می‌باشد.

2-4- صحه‌گذاری با نتایج تجربی
در این پژوهه، آزمایش‌های موفق تحت تناز پرس کمتر از 20 تن (معادل 196 کیلونیوتن) انجام پذیرفت؛ در حالی که در آزمایش‌های ناموفق، تناز پرس تا 40 تن (معادل 392 کیلونیوتن) نیز بالا می‌رفت ولی بیلت به دلیل سرد شدن بیش از حد، اکسٹروود نمی‌شد.


در آزمون‌های تجربی مشاهده شد که فرآیند انتقال بیلت تاثیر بسزایی در انجام یا عدم انجام فرآیند اکسٹروژن دارد؛ به طوری که فقط در زمان‌های انتقال کمتر از 6 ثانیه، فرآیند اکسٹروژن انجام می‌شود. در زمان‌های انتقال بیش از 6 ثانیه، تناز پرس تا 40 تن افزایش می‌یافتد ولی پیش‌روی سنبه متوقف می‌شود و فرآیند اکسٹروژن انجام نمی‌پذیرفت. در آزمایش‌های تجربی، انتقال بیلت از کوره به قالب حساس‌ترین و سخت‌ترین مرحله فرآیند اکسٹروژن پیش فرم پره می‌باشد.

آزمایش‌های تجربی در 7 دمای مختلف برای قالب، شامل دماهای 350، 375، 400، 425، 450، 475 و 500 درجه سانتی‌گراد، انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که دمای قالب تاثیر کمی روی نیروی نیاز فرآیند اکسٹروژن پیش فرم پره دارد [1]؛ بطوری که فرآیند اکسٹروژن در زمان‌های انتقال کمتر از 6 ثانیه و قالب با دمای بیش از 300 درجه سانتی‌گراد، قبل انجام بود در حالی که فرآیند در زمان‌های انتقال بیش از 6 ثانیه و به ازای هر دمای قالب، قابل اجرا نبود. بنابراین نتیجه گرفته شد که در رابطه با کاهش دمای بیلت، تاثیرات زمان انتقال بسیار با اهمیت‌تر از تاثیرات دمای قالب می‌باشد و در واقع مرحله انتقال بیلت کل فرآیند را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در شکل‌های 12 و 13 به ترتیب قطعات اکسٹروود شده موفق و ناموفق تحت دماهای مختلف قالب مشاهده می‌شود. در شکل 12 مشاهده می‌شود که چهار پیش فرم مختلف در قالب با دماهای 400، 425، 450 و 475 اکسٹروود شده‌اند.


مجاورةت بیلت با هوای محیط، کاهش کمتری داشته و در نتیجه شکل‌دهی آن آسان‌تر می‌شود [1]. مطابق شکل 10 نیروی اکسٹروژن با افزایش زمان انتقال و جاگذاری از 2 ثانیه به 12 ثانیه، حدود 40 کیلونیوتن افزایش می‌یابد. می‌توان گفت که زمان انتقال و جاگذاری بیلت از کوره به قالب، مهمترین پارامتر فرآیند اکسٹروژن پیش فرم پره Ti-6Al-4V می‌باشد زیرا مستقیماً باعث تغییر دمای اولیه بیلت درست قبل از فرآیند اکسٹروژن می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که این انتقال بایستی در سریع‌ترین زمان ممکن انجام بگیرد تا فرآیند قابل انجام و بهینه باشد [1].

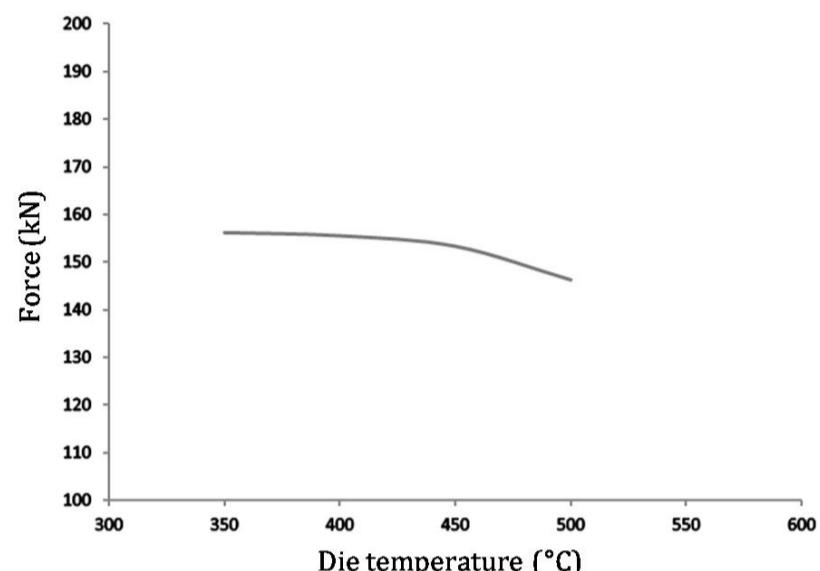

شکل 9 تغییرات نیروی فرآیند نسبت به تغییر دمای قالب در طی آزمایش‌های شبیه‌سازی شده اکسٹروژن پیش فرم پره

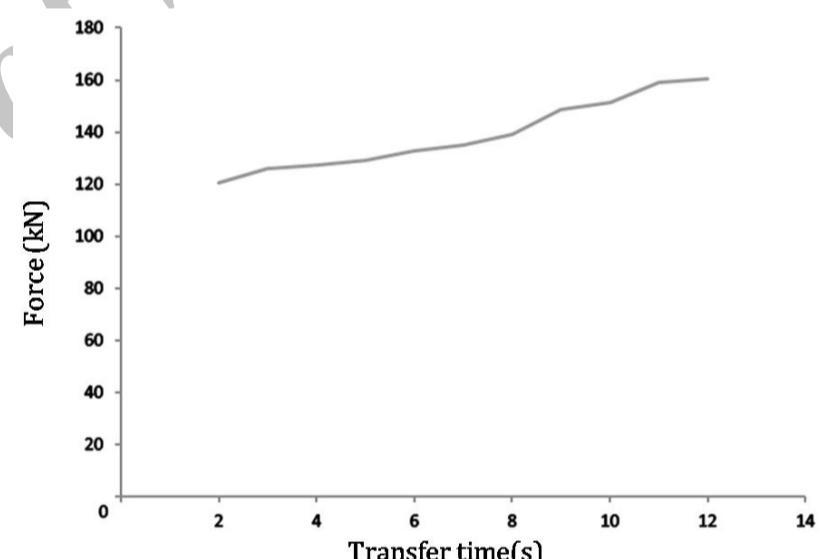

شکل 10 تغییرات نیروی فرآیند با افزایش زمان انتقال در طی آزمایش‌های شبیه‌سازی شده اکسٹروژن پیش فرم پره

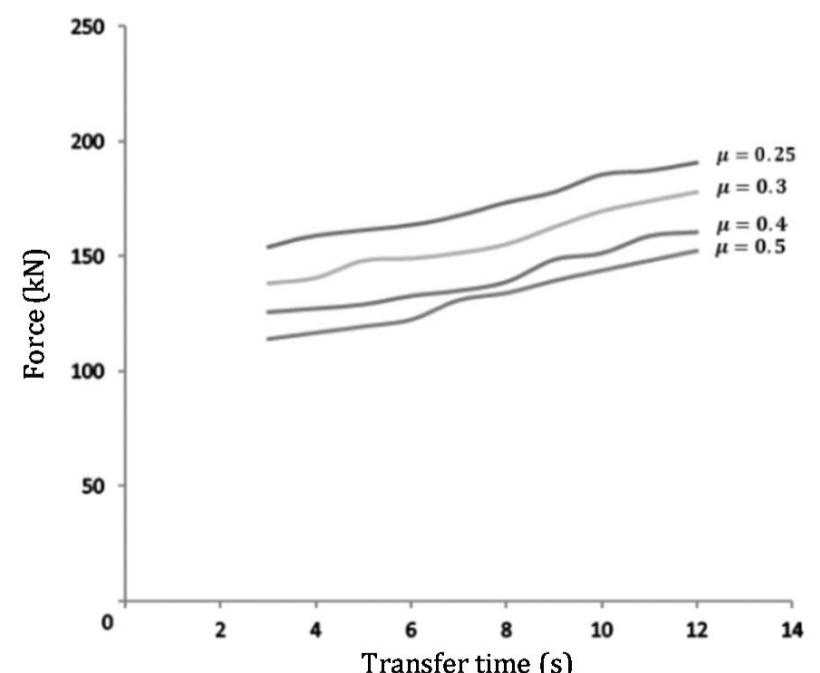

شکل 11 تاثیر اصطکاک در نیروی فرآیند اکسٹروژن پیش فرم پره در آزمایش‌های شبیه‌سازی شده

تولید پیش فرم پره Ti-6Al-4V توسط فرآیند اکستروژن با موفقیت انجام پذیرفت. می‌توان نتایج حاصل را بصورت زیر جمع‌بندی کرد:

- (1) هرچه زمان انتقال بیلت از کوره به قالب بیشتر باشد دمای بیلت با کاهش بیشتری مواجه می‌شود.
- (2) حداکثر نیروی لازم جهت اکستروژن پیش فرم پره برابر 146.7 کیلونیوتون می‌باشد.
- (3) با افزایش دمای قالب، نیروی فرآیند کاهش می‌یابد. تغییرات نیرو در قالب با دمای 350 درجه‌سانتی‌گراد نسبت به دمای 500 درجه‌سانتی‌گراد، کم و در حد 10 کیلونیوتون می‌باشد.
- (4) نیروی اکستروژن با افزایش زمان انتقال و جاگذاری از 2 ثانیه به 12 ثانیه، حدود 40 کیلونیوتون افزایش می‌یابد.
- (5) در عمل فرآیند اکستروژن برای تولید پیش فرم پره با زمان انتقال بیش از 6 ثانیه قابل انجام نمی‌باشد.
- (6) با افزایش ضربی اصطکاک، نیروی لازم جهت اکستروژن پیش فرم پره آلیاژ Ti-6Al-4V نیز افزایش می‌یابد. به طوریکه نیروی فرآیند در ضربی اصطکاک 0.25 حدود 40 کیلونیوتون کمتر از نیروی فرآیند در ضربی اصطکاک 0.5 می‌باشد.

6- مراجع

- [1] S. J. Mirahmadi, M. Hamed, Numerical and experimental investigation of process parameters in non-isothermal forward extrusion of Ti6Al4V, *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, Vol. 75, pp. 33-44, 2014.
- [2] S. Enayati, S. A. A. Akbari Mousavi, S. M. Ebrahimi, M. Belbasi, M. Sultan Bayazidi, Effects of temperature and effective strain on the flow behavior of Ti-6Al-4V, *Journal of the Franklin Institute*, Vol. 348, pp. 2813-2822, 2011.
- [3] H. Ou and R. Balendra, Preform design for forging of aerofoil sections using FE simulation, *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 81, pp. 144-148, 1998.
- [4] L. X. Li, D. S. Peng, J. A. Liu, Z. Q. Liu, and Y. Jiang, An experimental study of the lubrication behavior of A5 glass lubricant by means of the ring compression test, *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 102, pp. 138-142, 2000.
- [5] T. Seshacharyulu, S. C. Medeiros, W. G. Frazier, and Y. V. R. K. Prasad, Unstable flow during supratransus working of Ti - 6Al - 4V, *Materials Letters*, Vol. 47, pp. 133-139, 2001.
- [6] L. X. Li, K. P. Rao, Y. Lou and D. S. Peng, A study on hot extrusion of Ti-6Al-4V using simulations and experiments, *International Journal of Mechanical Sciences*, Vol. 44, pp. 2415-2425, 2002.
- [7] R. B.-C. M.-R. Venturini, Hot Extrusion Experiments Performed On Ti-6Al-4V For The Production Of Special Crosses, *International Journal of Mechanical Sciences*, Vol. 21, No. 2, 2003.
- [8] D. Damodaran and R. Shivpuri, Prediction and control of part distortion during the hot extrusion of titanium alloys, *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 150, pp. 70-75, 2004.
- [9] S. Bruschi, S. Poggio, Workability of Ti-6Al-4V alloy at high temperatures and strain rates, *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 58, p. 3622-3629, 2004.
- [10] S. Zhrebtskov, A. Mazur, G. Salishchev and W. Lojkowski, Effect of hydrostatic extrusion at 600 - 700 °C on the structure and properties of Ti - 6Al - 4V alloy, *Materials Science and Engineering*, Vol. 485, pp. 39-45, 2008.
- [11] V. Alimirzaloo, F. R. Biglari and . M. H. Sadeghi, Numerical and experimental investigation of preform design for hot forging of an aerofoil blade, *Journal of Engineering Manufacture*, Vol. 225, Part B, pp. 1129-1139, 2010.



شکل 13 13 قطعات ناموفق با دمای قالب متفاوت- دمای قالب به ترتیب از سمت چپ 500 ، 425 ، 400 ، 375 و 350

وجه مشترک قطعات تولید شده در این شکل، زمان انتقال مناسب 5 الی 6 ثانیه می‌باشد. در شکل 13 نیز قطعاتی که به دلیل سرد شدن بیلت در اثر بالا بودن زمان انتقال، اکستروژن نشدن، مشاهده می‌شود. این قطعات درون قالب-هایی با دمایهای متفاوت 375 ، 400 و 500 حاصل شده‌اند. حداکثر نیروی فرآیند در شبیه‌سازی با زمان انتقال بیلت در 6 ثانیه برابر 146.7 کیلونیوتون می‌باشد. در آزمون‌ها تجربی از نشانگر تناظر خود پرس برای مشاهده نیروی فرآیند استفاده شد. طبق مشاهدات انجام گرفته در هنگام آزمون‌های تجربی اکستروژن پیش فرم پره آلیاژ Ti-6Al-4V، تناظر پرس حداکثر تا مقادیر بین 147 الی 196 کیلونیوتون (15 الی 20 تن) قرار می‌گرفت. از آن-جا که حداکثر نیروی اکستروژن در آزمایش‌های تجربی، در بازه 147 الی 196 کیلونیوتون دارای نوسان بود، از این رو می‌توان گفت که حداکثر نیروی فرآیند به طور متوسط برابر 171 کیلونیوتون (میانگین بازه) می‌باشد. از طرفی چون حداکثر نیروی فرآیند در آزمایش‌های شبیه‌سازی شده برابر 146.7 کیلونیوتون بود؛ می‌توان نتیجه گرفت که خطای مدل کمتر از 14.2 درصد می‌باشد.

در نتایج حاصل از شبیه‌سازی‌ها مشاهده شد که با تغییر دمای قالب از 350 تا 500 درجه سانتی‌گراد، نیروی فرآیند اکستروژن پیش فرم پره حدود 10 کیلو نیوتون کاهش می‌یابد، که در این فرآیند این تغییر نیرو قابل توجه نمی‌باشد.

در آزمایش‌های تجربی مشاهده شد که فرآیند در زمان انتقال کمتر از 6 ثانیه و تحت هر دمای قالب (هر دمایی در محدوده دمایی 500 الی 350 درجه سانتی‌گراد) انجام می‌پذیرد و در زمان‌های انتقال بیش از 6 ثانیه و به-ازای هر دمای قالب، فرآیند انجام نمی‌پذیرد. این نشان می‌دهد که نیرو کمتر تحت تاثیر دمای قالب می‌باشد و بیشتر تحت تاثیر زمان انتقال می‌باشد. به-عبارتی دیگر، در آزمایش‌های تجربی نیز همانند آزمایش‌های شبیه‌سازی ثابت شد که تاثیر دمای قالب در تغییرات نیرو قابل توجه نمی‌باشد.

5- نتیجه‌گیری

نرمافزار المان محدود سه‌بعدی "دفرم" برای توصیف رفتار تغییرشکل پلاستیک قطعه‌کار Ti-6Al-4V در طی فرآیند اکستروژن پیش فرم پره استفاده شده است. تحت شرایط اکستروژن مختلف، بررسی آنالیز عددی پارامتر نیروی فرآیند در طی فرآیند اکستروژن ارائه شده است. اثرات نسبی دمای بیلت، ضربی اصطکاک و دمای قالب مورد بررسی قرار گرفت. همچنین آزمایش