



بررسی تاثیر پارامترهای ماشین‌کاری بر روی صافی سطح در عملیات فرزکاری با استفاده از میز هگزاپاد

رضا احدی^۱، علی ربانی^۱، محمدجواد ناطق^{۲*}

۱- کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

۲- دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

* تهران، صندوق پستی ۱۴۳-۴۱۱۵، nategh@modares.ac.ir

چکیده

در سال‌های گذشته ماشین‌ابزار هگزاپاد با شش درجه آزادی مورد توجه بسیاری از محققان و صنعت‌گران برای رسیدن به اهدافی چون چالاکي و سرعت بالای ماشین‌کاری قرار گرفته است. سطوح با شکل آزاد از جمله سطوح پرکاربرد در صنعت امروز می‌باشند. از این سطوح در صنایع خودروسازی، هوا و فضا به وفور استفاده می‌گردد. بنابراین ماشین‌کاری این سطوح از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. برای میان‌یابی سطوح با شکل آزاد از منحنی‌های نریز استفاده می‌شود که در نرم‌افزارهای مکانیکی کاربرد خاص خود را دارند. برای بررسی کیفیت سطح ماشین‌کاری شده، زبری سطح نهایی حائز اهمیت است و مهم‌ترین شاخصه سطح ماشین‌کاری شده است. در این پژوهش، تاثیر پارامترهای مختلف ماشین‌کاری مانند عمق برش، سرعت پیشروی و سرعت برشی بر روی صافی سطح و میزان زبری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای طراحی آزمایش از روش تاگوچی استفاده شده است. همچنین با استفاده از شبکه‌های عصبی و الگوریتم ژنتیک بهترین حالت برای صافی سطح به دست آمده است. نمونه آزمایش از نوع آلومینیوم گرید سه هزار می‌باشد. نتایج نشان داد که سرعت برشی و عمق برش بیشترین تاثیر را بر روی صافی سطح دارد و با افزایش سرعت برشی صافی سطح بهبود می‌یابد. همچنین افزایش عمق برش تاثیر منفی بر صافی سطح دارد. **کلید واژگان:** ماشین‌کاری، صافی سطح، هگزاپاد، سطوح نریز، الگوریتم ژنتیک، رگرسیون

Investigation of Machining Parameters Effect on Surface Roughness in Milling with Hexapod Machine Tool

Reza Ahadi, Ali Rabbani, Mohammad Javad Nategh*

Department of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
* P.O.B. 14115-143 Tehran, Iran, nategh@modares.ac.ir

ABSTRACT

In the last years hexapod machine tool with six degrees of freedom has got the attention of experts for achieving high dexterity and high speed machining. Free form surfaces are widely used in today industries. These surfaces are much encountered in aerospace, auto and other industries. Therefore machining of these surfaces is very important. For interpolation of free form surfaces, NURBS curves are commonly used. For investigating the quality of machined surface, final surface roughness is very important and is the most important feature of machined surface. In this study the effect of machining parameters such as cutting depth, feed rate and cutting speed on surface roughness were investigated. Design of experiments was done using Taguchi method. Then with using of neural network and genetic algorithm the best case for surface roughness was achieved. The cutting tool used in this study was ball end-mill and the work piece was aluminum of three thousand series. The results showed that cutting speed and depth of cut had the most effect on the surface roughness.

Keywords: Machining, Surface Roughness, Hexapod, NURBS Surfaces, Genetic Algorithm, Regression.

۱- مقدمه

استفاده از یک فرز سرکروی به ماشین‌کاری سطح مورد آزمایش پرداختند. آن‌ها در نهایت زمان و هزینه را بین این روش و روش سنتی مقایسه کردند [۲].

بوزاکیس و همکاران به بررسی نیرو و صافی سطح در ماشین‌کاری سطوح با شکل دلخواه پرداختند. آن‌ها استراتژی‌های مختلف را آزمایش کردند و در هر حالت صافی سطح را ارزیابی نمودند. در انتها نیز بهترین حالت برای صافی سطح را به دست آوردند [۳].

وستیکوس و برناردوس با استفاده از شبکه‌های عصبی و روش طراحی آزمایش تاگوچی صافی سطح را در کف تراشی با استفاده از دستگاه CNC پنج محوره به دست آوردند. آن‌ها نشان دادند که پیش‌بینی آن‌ها خطای حدود ۱/۸۶ درصد دارد [۴].

ماشین‌ابزار هگزاپاد به عنوان ماشین‌ابزاری که دارای شش درجه آزادی و هم‌چنین از چالاکي بالایی برخوردار است، جایگاه ویژه‌ای در ماشین‌کاری قطعات با شکل دلخواه دارد. ماشین‌کاری سطوح و منحنی‌های آزاد نیز در تولید قطعات پیچیده در صنایع مختلف مانند هوافضا، قالب‌سازی و غیره کاربرد فراوانی دارند. در همین زمینه در دستگاه‌های فرز تلاش‌های زیادی صورت پذیرفته است. بعضی از محققان با استفاده از دستگاه فرز پنج محوره به ماشین‌کاری منحنی‌های ساده پرداختند و توانستند راندمان فرآیند را تا ۲۰ درصد افزایش بدهند که البته این فرآیند نیازمند تجهیزات خاصی می‌باشد [۱]. رورن و همکاران به بررسی مهندسی معکوس سطوح با شکل دلخواه پرداختند. آن‌ها از معادلات نریز برای تقریب ساختار سطح بهره بردند و با

Please cite this article using:

R. Ahadi, A. Rabbani, M. J. Nategh, Investigation of Machining Parameters Effect on Surface Roughness in Milling with Hexapod Machine Tool, *Modares Mechanical Engineering, Proceedings of the Advanced Machining and Machine Tools Conference*, Vol. 15, No. 13, pp. 90-94, 2015 (in Persian)

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

اندازه‌گیری شد و نتایج با هم مقایسه گردیدند. در ضمن با استفاده از شبکه-های عصبی و الگوریتم ژنتیک بهترین حالت برای صافی سطح بدست آمد.

۲- دستگاه هگزپاد

ماشین‌ابزارهای سنتی از مکانیزم سری بهره می‌برند که این مکانیزم مزایا و معایب خود را دارد. در سال‌های گذشته ربات‌هایی با ساختار موازی مورد توجه قرار گرفته اند که چالاکي بالا و دقت بالا از مزایای این ساختار می‌باشد. با توجه به حرکت سیستم‌های تولیدی به سوی ماشین کاری پرسرعت، نیاز به ماشین‌ابزاری با عملکرد دینامیکی بالا، سفتی بهبود یافته و جرم در حال حرکت کمتر، احساس می‌شود. از آن‌جا که ساختار ماشین‌های سنتی پاسخگوی نیازهای فوق نبود برای برآورده کردن این نیازها به ربات‌های موازی روی آورده‌اند. ماشین ابزار هگزپاد نیز یکی از انواع ماشین ابزارهایی است که بر پایه‌ی ربات‌های موازی می‌باشد که توسط محققین زیادی مورد پژوهش قرار گرفته است [۱۱].

میز ماشین ابزار هگزپاد از دو سکو تشکیل شده است که این دو سکو توسط شش پایه با طول قابل تغییر به کمک مفاصل کشویی، به واسطه شش مفصل کروی از بالا و شش مفصل یونیورسال از پایین به یکدیگر متصل شده‌اند. سکوی پایینی در جای خود ثابت است و به عنوان پایه‌ی سکوی بالایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و سکوی بالایی با شش درجه آزادی متحرک می‌باشد و به عنوان میز ماشین‌ابزار انجام وظیفه می‌کند.

استفاده از ربات هگزپاد به عنوان ماشین‌ابزار مزایای زیادی دارد که تولیدکنندگان را برای نیل به اهدافشان، ناچار به روی آوردن به این سیستم کرده است [۱۲]:

سفتی و صلبیت بالای سیستم در نتیجه ی ساختار سیستم موازی و محوری

بودن نیروها

نسبت بار به وزن زیاد

خطاهای اتصال غیر تجمعی

حرکت‌های دقیق، حتی تحت بارهای متناوب سنگین و شتاب‌های بالا

افزایش سرعت ماشین کاری

۳- منحنی‌های نربز

برای بیان یک منحنی به زبان ریاضی فرمول‌های متعددی وجود دارد. از جمله بزیر^۳، هرمیت^۴ و نربز. در این میان فرمول‌بندی نربز پرکاربردترین می‌باشد. دلیل این امر سادگی در نحوه فرمول‌بندی و همچنین نمایش یک منحنی با کمترین اطلاعات لازم می‌باشد. این فرمول بندی در نرم‌افزارهای مکانیکی کاربرد خاص خود را دارا می‌باشد. از منحنی‌های نربز برای بیان سطوح با شکل دلخواه بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. از طرفی لزوم تعریف سطوح با شکل دلخواه که در صنعت امروز کاربرد بسیاری دارند، با کمترین اطلاعات امری ضروری به نظر می‌رسد. زیرا امکان بروز خطا در مواقع انتقال داده‌های زیاد همیشه وجود دارد.

در مهندسی معکوس برای تبدیل ابر نقاط به سطح و دریافت اطلاعات سطح، از فرمول‌بندی نربز استفاده می‌گردد و برای تطبیق هر چه بهتر آن با سطح واقعی، از بردار گره غیریکنواخت و تابع وزن استفاده می‌گردد. بردار گره یکنواخت کاربردهای فراوانی دارد که باعث متمایز شدن فرمول‌بندی نربز با بقیه فرمول‌بندی‌ها شده است.

بوجلبین و همکاران به بررسی تغییرات ساختار و صافی سطح با تغییرات سرعت برشی در فرزکاری پنج محوره پرداختند. آن‌ها شش استراتژی مختلف برای فرزکاری سطوح نربز^۱ معرفی کردند و کیفیت سطح نهایی آن‌ها را بررسی کردند. در نهایت آن‌ها حالتی را که در آن بهترین صافی سطح به دست آمد، معرفی کرده و به تحلیل پارامترهای آن پرداختند [۵].

وی‌لی و همکاران در سال ۲۰۰۸ به استخراج حرکت ابزار در منحنی‌های پیچیده پرداختند. آن‌ها در ابتدا مجموعه‌ای از خطوط دایره ای و خطی را به منحنی‌های نربز تبدیل کردند. سپس این منحنی‌ها را هموار نموده و در انتها حرکت ابزار را برای پیمایش این منحنی‌ها استخراج نمودند. نتایج آن‌ها نشان داد که با این روش نوسانات پیشروی و شتاب در این حالت نسبت به حالت عادی کاهش چشمگیری داشته است [۶].

مورگان و همکاران به بررسی تغییرات زبری سطح با تغییر پارامترهای ماشین کاری پرداختند. آن‌ها با روش تاگوچی طراحی آزمایش کردند و با الگوریتم ژنتیک بهترین حالت را برای زبری سطح به دست آوردند [۷]. ژیفنگ ژو آوو و همکاران از منحنی‌های دوآل نربز^۲ برای سطوح پیچیده بهره بردند. آن‌ها یک پره توربین را با این روش ماشین کاری کردند و با ماشین کاری معمولی از طریق G01 مقایسه کرده و به تحلیل صافی سطح پرداختند [۸].

حسن پور و همکاران به بررسی استراتژی‌های مختلف فرزکاری سطوح با شکل دلخواه پرداختند. آن‌ها چهار استراتژی را همراه با تغییر پارامترهای ماشین کاری مورد آزمایش قرار دادند. نتایج نهایی آن‌ها حاکی از این است که استراتژی ماشین کاری بر روی خواص نهایی قطعه‌کار از جمله سختی و صافی سطح مهم می‌باشد [۹].

چیچون وو و همکاران در سال ۲۰۱۵ به بررسی نقاط کنترلی سطوح نربز در دستگاه هگزپاد پرداختند. آن‌ها در این پژوهش بر روی کنترل این نقاط برای دستیابی به یک سطح بهینه تاکید داشتند. در نهایت نیز آن‌ها یک سطح را با استفاده از کدهای G01 و معادلات نربز خود ماشین کاری کردند و به تحلیل نتایج پرداختند. نتایج آن‌ها حاکی از این است که روش بیان شده توسط آن‌ها باعث بالا رفتن کیفیت ماشین کاری و پایین آمدن زمان ماشین کاری به اندازه ۱۹ درصد نسبت حالت معمولی می‌باشد [۱۰].

با توجه به تلاش‌هایی که در زمینه ماشین کاری سطوح با شکل دلخواه در دستگاه‌های فرز پنج محوره انجام شده است، انجام چنین آزمایش‌هایی با استفاده از دستگاه هگزپاد امری ضروری به نظر می‌رسد. قبل‌تر عنوان گردید که تاکنون از دستگاه هگزپاد به عنوان میز ماشین کاری هیچ استفاده‌ای نشده است و در این پژوهش برای اولین بار است که از ربات هگزپاد به‌عنوان میز ماشین‌ابزار که وظیفه موقعیت‌دهی را دارد، استفاده می‌گردد. منحنی‌های با شکل دلخواه توسط سیستم CNC دستگاه با استفاده از معادلات نربز میان‌یابی می‌شوند.

با توجه به این‌که دستگاه هگزپاد موجود نمونه آزمایشگاهی بوده و از نوع صنعتی نمی‌باشد، انجام آزمایش‌ها با سختی همراه بوده و به‌همین دلیل از روش طراحی آزمایش تاگوچی برای کاهش تعداد آزمایش‌ها بهره برده شده است. در این مقاله سه پارامتر اصلی ماشین کاری یعنی سرعت برشی، سرعت پیشروی و عمق برش ورودی‌های مسئله می‌باشند. ابزار استفاده شده در این آزمایش‌ها از نوع فولاد سر کروی ضدزنگ HSS-T می‌باشد و نمونه آزمایش هم از نوع آلومینیوم گرید سه هزار می‌باشد. در پایان زبری نهایی هر سطح

3. Bezier
4. Hermit

1. NURBS (Non Uniform Rational B-Spline)
2. Dual Nurbs

۴- مواد و تجهیزات مورد استفاده

جنس ماده قطعه کار استفاده شده در این آزمایش آلومینیوم گرید سه هزار می باشد که از گروه آلومینیوم های خوش تراش به حساب می آید. هر آزمایش بر روی قسمتی از عرض قطعه کار با اندازه ۳۰ میلی متر صورت گرفته شد. ابزار مورد استفاده در این آزمایش از نوع ابزار سر کروی است. جنس آن از نوع HSS-T و برای تراش آلومینیوم مناسب می باشد. برای انجام آزمایش ها از کلنگی دستگاه فرز رونگ فو مدل RF - 40 برای تامین حرکت دورانی ابزار استفاده گردید. لازم به ذکر است که کلنگی فرز قبل از آزمایش در جای مناسب قرار می گیرد و بعد از آن و در حین انجام آزمایش ها تغییری در مکان آن صورت نمی گیرد. کلنگی فرز این قابلیت را دارد که با چرخش ۱۸۰ درجه ای در زاویه ای مناسب بر روی میز هگزپا قرار بگیرد. برای موقعیت دهی قطعه کار از دستگاه هگزپا دارای ۶ درجه آزادی استفاده گردید. این دستگاه نمونه آزمایشگاهی می باشد و در آزمایشگاه فناوری های پیشرفته در ماشین ابزار دانشگاه تربیت مدرس طراحی و ساخته شده است و پژوهش ها برای تکمیل و بهبود آن در این آزمایشگاه ادامه دارد. این دستگاه از شش پایه که هر یک مجهز به یک سروموتور می باشند تشکیل شده است. از یک رایانه صنعتی با سروکنترل های موتورها برای ایجاد و انتقال دستورهای حرکتی بهره برده شده است. در شکل ۱ نحوه قرار گیری مجموعه دستگاه هگزپا، دستگاه فرز، دینامومتر، گیره، ابزار و قطعه کار را مشاهده می نمایید.

زبری سطح توسط دستگاه زبری سنج پرتابل ماهر^۱ مدل PS1 اندازه گیری شد. از میان روش های مختلفی که برای بیان زبری وجود دارد، روش زبری متوسط که معمولا با Ra نشان داده می شود، انتخاب گردید. در این روش معدل ارتفاعات نسبت به یک خط مرکزی را مقدار زبری می گویند. همان طور که در شکل ۲ مشاهده می نمایید پروفایل p نشان دهنده برجستگی های برشی از قطعه کار می باشد. خط میانگین m طوری انتخاب می گردد که مساحت بالا و پایین در طول مشخص l برابر باشند. l نیز طول نمونه گیری می باشد. l نیز مختصات منحنی پروفایل می باشد [۱۳]. Ra طبق رابطه (۱) تعریف می شود.


$$R_a = \frac{1}{l} \int_0^l |y(x)| dx \quad (1)$$

۵- روش انجام آزمایش

برای بررسی تاثیر پارامترهای ماشین کاری بر روی صافی سطح نهایی در ماشین کاری آلومینیوم، سه فاکتور سرعت برشی (V_c)، سرعت پیشروی (f_z) و عمق برش (a_p) به عنوان اصلی ترین پارامترهای فرزکاری، در سه سطح تغییر



شکل ۱ مجموعه دستگاه هگزپا، فرز، گیره و قطعه کار

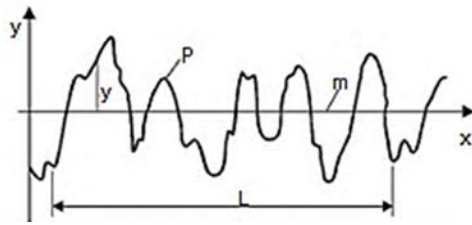

شکل ۲ زبری سطح و نحوه تعیین میانگین آن [۱۳]

داده شدند. در این پژوهش، طرح آزمایش تاگوچی برای طرح ریزی آزمایش ها بکار گرفته شد. در حالت فاکتوریل کامل نیاز به انجام ۲۷ آزمایش می باشد که این حجم آزمایش با توجه به آزمایشگاهی بودن دستگاه امری سخت می باشد. لذا از روش تاگوچی برای پایین آوردن تعداد آزمایش ها بهره برده شد. در این روش تعداد آزمایش های لازم فقط ۹ عدد می باشند. با این روش هم می توان تغییرات خروجی را با توجه به پارامترهای ورودی مختلف نشان داد. پارامترهای فرزکاری، تعداد سطوح و هم چنین مقادیر آن ها در جدول ۱ آمده است. برای جلوگیری از بروز خطا بعضی از آزمایش ها با تکرار صورت پذیرفتند. در هر آزمایش ۳۰ میلی متر از قطعه کار براده برداری شد. در ضمن برای انجام تحلیل های آماری از نرم افزار مینی تب^۲ استفاده گردید.

۶- نتایج و تحلیل آن

در جدول ۲ نتایج مربوط به زبری سطح آمده است. در شکل ۳ نمودار تاثیر پارامترهای ماشین کاری بر روی صافی سطح نشان داده شده است. همان طور که از شکل ۳ و رابطه (۲) پیداست سرعت برشی و عمق براده محوری بیشترین تاثیر را بر روی صافی سطح و میزان زبری دارند. با افزایش سرعت برشی میزان زبری سطح کاهش یافته و کیفیت آن بهبود یافته است.


یکی از دلایل این امر کاهش نیروها می باشد و این کاهش نیرو بر روی زبری تاثیر مستقیم می گذارد. همچنین با افزایش عمق براده زبری افزایش زیادی یافته است. در حین انجام آزمایش ها با افزایش عمق برش میزان ارتعاش کلنگی دستگاه فرز بسیار افزایش یافت. همین امر باعث افزایش زبری و کاهش کیفیت سطح گردید. البته افزایش عمق برش در حالت عادی نیز باعث افزایش

جدول ۱ پارامترهای مورد آزمایش و سطوح آن ها

فاکتورها	سطح ۱	سطح ۲	سطح ۳
عمق براده (a_p) (mm)	۰/۳	۰/۶	۰/۹
سرعت پیشروی (f_z) (cm/sec)	۳	۵	۷
سرعت برشی (V_c) (rev/min)	۴۵۰	۸۰۰	۱۲۰۰

جدول ۲ جدول طراحی آزمایش به همراه نتایج بدست آمده


شماره آزمایش	a_p	f_z	V_c	R_a (um)
۱	۰/۳	۳	۴۵۰	۲/۰۸۳
۲	۰/۶	۳	۸۰۰	۲/۵۴۱
۳	۰/۹	۳	۱۲۰۰	۲/۱۱۸
۴	۰/۶	۵	۴۵۰	۲/۸۸۳
۵	۰/۹	۵	۸۰۰	۳/۱۰۸
۶	۰/۳	۵	۱۲۰۰	۰/۴۹۸
۷	۰/۹	۷	۴۵۰	۲/۴۰۲
۸	۰/۳	۷	۸۰۰	۰/۹۵۰
۹	۰/۶	۷	۱۲۰۰	۱/۹۰۰

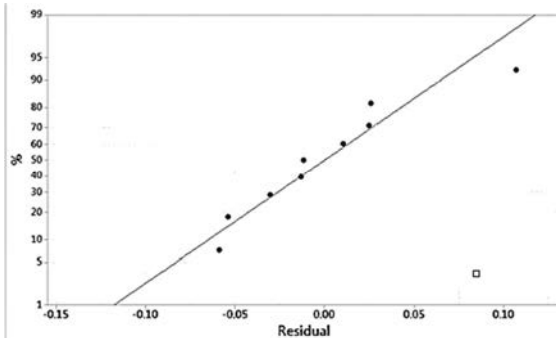


شکل ۴ نمودار توزیع نرمال باقیمانده با قابلیت اطمینان ۹۵٪



شکل ۵ نمونه منحنی ماشین کاری شده توسط دستگاه هگزپاد بر روی آلومینیوم

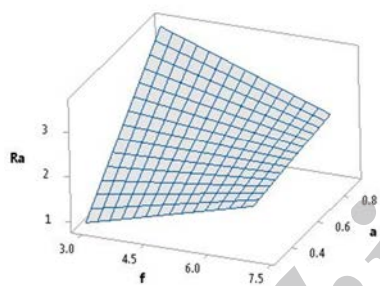

شکل ۶ نمودار تاثیر متقابل سرعت پیشروی و عمق برش بر روی زبری سطح

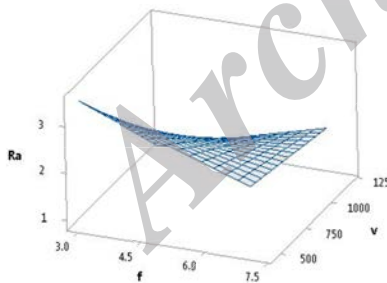


شکل ۷ نمودار تاثیر متقابل سرعت پیشروی و برشی بر روی زبری سطح

برخوردار می‌باشد. در شکل‌های ۶ و ۷ نیز نمودار رویه پاسخ تداخل سرعت پیشروی با عمق برش و سرعت برشی آورده شده است. در رابطه (۲) نیز فرمولی تجربی برای تخمین زبری سطح آمده است. لازم به ذکر است که این رابطه برای این که گویاتر باشد، پارامترهای آن بی‌بعدسازی شده‌اند.

$$f \cdot f + 6.152 v \cdot R_a = 2.613 + 6.522 a - 6.704 v - 0.529 f - 6.007 a \quad (2)$$

۱-۶- بهینه سازی نتایج

شبکه عصبی مصنوعی، شبکه‌ای است متشکل از تعداد زیادی پردازنده ساده،

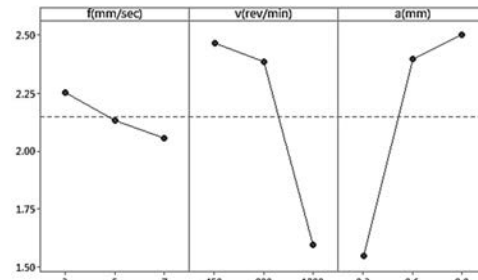

شکل ۸ تاثیر پارامترهای ماشین کاری بر روی زبری سطح

ارتعاش دستگاه می‌گردد، ولی در این مورد به دلیل این که مرکز نقل دستگاه جابجا شده است، تاثیر آن بیشتر می‌گردد. در نهایت هم همان‌طور که در شکل ۳ پیداست سرعت پیشروی تاثیر کمی بر روی صافی سطح دارد. شاید دلیل این امر این باشد که سطوح مربوط به سرعت پیشروی نزدیک به هم بوده و همچنین با توجه به مجموعه آزمایش، تاثیر آن در مقابل سرعت برشی و عمق براده محوری کمتر به نظر آید.

بحث دیگری که در این جا باید به آن پرداخته گردد، سفتی^۱ دستگاه هگزپاد می‌باشد. دستگاه هگزپاد به دلیل ساختار موازی آن در هر نقطه‌ای سفتی خاص خود را دارد و این سفتی بر روی نحوه ورود ابزار به قطعه کار تاثیر می‌گذارد. برای کاهش تاثیر این پارامتر بر روی نتایج نهایی، سعی بر آن بود که نقطه ورود ابزار به قطعه کار برای تمامی حالات یکسان در نظر گرفته شود. نتایج تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار مینی‌تپ ۱۷ در جدول ۳ به صورت خلاصه آورده شده است.

جدول ۳ تحلیل واریانس داده‌های زبری پس از حذف پارامترهای بی‌معنی را نشان می‌دهد. با قابلیت اطمینان بالاتر از ۹۵٪ مقادیر P که کمتر از ۰/۰۵ باشند، نشان دهنده موثر بودن آن پارامتر می‌باشند. با توجه به این جدول نتایج حاکی از این است که عمق براده و سرعت برشی بیشترین تاثیر را داشته و مهم‌ترین عامل در کیفیت سطح نهایی می‌باشند. همچنین پیشروی سهم بسیار کمی در زبری داشته و از تاثیر آن می‌توان چشم‌پوشی کرد.

دلیل تاثیر بسیار زیاد عمق براده برداری بر روی زبری سطح همان‌طور که قبلا گزارش گردید، با توجه به سیستم خاص کنگی فرز و نامیزانی آن، در عمق‌های برشی زیاد ارتعاش دستگاه زیاد گشته و باعث افزایش نیروها و در نتیجه کاهش صافی سطح می‌گردد. تاثیر کم سرعت پیشروی نیز می‌تواند ناشی از نزدیک بودن مقادیر آن در آزمایش‌ها دانست. در شکل ۴ یک نمونه منحنی ماشین کاری شده بر روی آلومینیوم آورده شده است.

همچنین مقدار R_{eq} برای این مدل برابر با ۹۹/۴۳٪ گزارش داده شد که حاکی از پوشش خوب مدل تهیه شده از زبری سطح می‌باشد. در شکل ۴ پراکندگی داده‌ها نسبت به مقدار پیش‌بینی شده را نشان می‌دهد که از پراکندگی خوبی

جدول ۳ تحلیل واریانس زبری سطح


عامل	درجه آزادی	درصد مشارکت	مقدار F	مقدار P
a_p	۱	۳۸/۵۷	۱۹۰/۷۳	۰/۰۰۱
f_z	۱	۱/۶۲	۱/۲۰	۰/۳۵۴
V_c	۱	۳۲/۸۲	۱۷۵/۹۶	۰/۰۰۱
$ap \times fz$	۱	۱۹/۶۱	۱۰۳/۹۸	۰/۰۰۲
$Vc \times fz$	۱	۶/۹۲	۹۵/۰۱	۰/۰۰۲
خطا	۳	۰/۴۵		
مجموع	۸			

1. Stiffness

- ۲- تاثیر سرعت پیشروی بر روی زبری نهایی سطح نسبت به دو پارامتر دیگر اندک می باشد.
- ۳- تاثیر عمق براده محوری از بقیه پارامترها به دلیل افزایش ارتعاش دستگاه بیشتر می باشد.
- ۴- با توجه به ساختار موازی دستگاه هگزپاد و لقی مفاصل کروی آن نقطه ورود قطعه کار به دستگاه حائز اهمیت می باشد.

۸- مراجع

- [1] B. Kim, C. Chu, Effect of cutter mark on surface roughness and scallop height in sculptured surface machining, *Computer-Aided Design*, Vol. 26, No. 3, pp. 179-188, 1994.
- [2] A. Werner, K. Skalski, S. Piszczatowski, W. Świeszkowski, Z. Lechniak, Reverse engineering of free-form surfaces, *Journal of Material Processing Technology*, Vol 76, pp. 128-132, 1998.
- [3] Bouzakis, K.-D, Aichouh, P, Efstathiou, K, Determination of the chip geometry, cutting force and roughness in free form surfaces finishing milling, with ball end tools, *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, Vol 43 (5), pp. 499-514, 2003.
- [4] P.G. Benardos, G. C. Vosniakos, Prediction of surface roughness in CNC face milling using neural networks and Taguchi's design of experiments, *Robotics and Computer Integrated Manufacturing*, Vol 18, pp. 343-354, 2002.
- [5] M. Boujelbene, A. Moisan, W. Bouzid, S. Torbaty, Variation cutting speed on the five axis milling, *Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering*, VOLUME 21 ISSUE 2, April (2007).
- [6] Wei Li, Yadong Liu, Kazuo Yamazaki, Makoto Fujisima, Masahiko Mori, The design of a NURBS pre-interpolator for five-axis machining, *Int J Adv Manuf Technol*, Vol 36, pp. 927-935, 2008.
- [7] B. Murugan Goparsamy, B. Mondal, S. Ghosh, Taguchi method and ANOVA: an approach for process parameter optimization of hard machining while machining hardened steel, *Journal of Scientific & Industrial Research*, Vol 68, pp. 686-695, 2009.
- [8] Zhifeng Qiao, Taiyong Wang, Yunfeng Wang, Miao Hu, Qingjian Liu, Bezier polygons for the linearization of dual NURBS curve in five-axis sculptured surfacemachining, *International Journal of Machine Tools & Manufacture*, Vol 53, pp. 107-117, 2012.
- [9] H. Hassanpour, Sh. Shajari, A. Rasti, M. H. Sadeghi, Investigation of milling strategies effect on microhardness of a typical curved surface, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 15, No. 2, pp. 34-40, 2015. (In Persian)
- [10] Jichun Wu, Huicheng Zhou, Xiaoqi Tang, Jihong Chen, Implementation of CL points preprocessing methodology with NURBS curve fitting technique for high-speed machining, *Computers & Industrial Engineering* 81 (2015) 58-64.
- [11] L. Cheng, Y. Zhao and Y. Zhao, Motion Control Algorithm of A 5-DOF Parallel Machine Tool, *proc. IEEE conference on Robotics and Biomimetics*, Sanya, China, 2007.
- [12] D. Zhang, *Parallel Robotic Machine Tools*, Oshawa, ON, Springer, 2010.
- [13] M. Brezocnik, M. Kovacic, M. Ficko, Prediction of surface roughness with genetic programming, *Journal of material processing technology*, Vol. 157-158 (2004) 28-36.

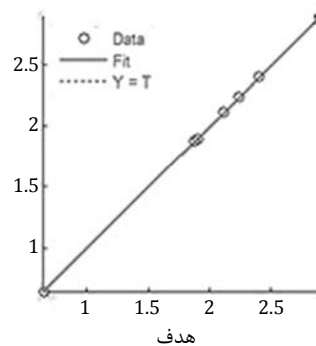

شکل ۸ خطای حاصل از شبکه عصبی در مرحله آموزش

موسوم به واحدهای پردازش گر یا نورون است. این نورون ها توسط مجاری ارتباطی موسوم به اتصال یا وزن به یکدیگر متصل می باشند. در هر نورون با اعمال یک تابع تبدیل خروجی حاصل می گردد.

الگوریتم ژنتیک یک روش بهینه سازی است که بر خلاف الگوریتم های سنتی از روش تصادفی برای بهینه کردن تابع مورد نظر استفاده می نماید. در این روش با تولید جمعیت اولیه آغاز و از میان جمعیت متناسب با برازندگی آنها نسل بعد انتخاب می شود. سپس عملگرهای ژنتیکی نظیر هم گذاری، جهش و انعکاس اعمال و جمعیت جدید به وجود می آید و این چرخه تا رسیدن به شرایط بهینه ادامه پیدا می کند.

به منظور بهینه سازی داده های حاصل از زبری حاصل از این پژوهش از نرم افزار متلب استفاده شد. برای انجام بهینه سازی ابتدا تابع هدف که همان تابع زبری است توسط شبکه های عصبی ایجاد شد. در شبکه عصبی ایجاد شده ۸۵ درصد داده ها برای آموزش شبکه و ۱۵ درصد داده ها به منظور آزمایش شبکه مورد استفاده قرار گرفت. تعداد نسل ها در ایجاد این شبکه ۱۰۰۰ در نظر گرفته شد و مجموع مربعات خطا $0/0001$ انتخاب شد.

نتایج حاصل از بهینه سازی در ادامه آورده شده است. در شکل ۸ نمودار رگرسیون داده ها و تطابق بسیار عالی آن با رابطه در نظر گرفته شده توسط شبکه های عصبی می باشد. همان طور که در شکل پیداست، توسط روش شبکه های عصبی میزان ضریب همبستگی در این روش برابر با ۱ به دست آمده است. این رابطه بدست آمده توسط الگوریتم ژنتیک مورد تحلیل قرار گرفت و پس از ۵۱ تکرار بهترین زبری در حالتی گزارش شد که میزان پیشروی برابر با ۶ سانتی متر بر ثانیه، میزان سرعت برشی ۱۲۰۰ دور بر دقیقه و میزان عمق براده برابر با $0/33$ میلی متر باشد. در این حالت میزان زبری گزارش شده توسط الگوریتم ژنتیک برابر با $0/4455$ است.

۷- نتیجه گیری

در این پژوهش فرآیند ماشین کاری سطوح نرَبز در دستگاه هگزپاد و زبری حاصل از آن مورد بررسی قرار گردید. ابزار مورد استفاده از نوع فرز سرکروی HSS-T و جنس قطعه کار نیز از نوع آلومینیوم سری سه هزار است. در ادامه با استفاده از روش تاگوچی طراحی آزمایش صورت گرفت و در نهایت با استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک بهینه ترین حالت برای زبری سطح بدست آمد. نتایج بدست آمده از این پژوهش به صورت خلاصه در ادامه آمده است:

- ۱- با افزایش سرعت برشی، زبری سطح کاهش یافت و با افزایش عمق براده، زبری سطح افزایش یافت.