

ساخت کامپوزیت فوتوکاتالیستی $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ با نانوساختار هسته/پوسته و

مشخصه یابی آن

فریدن قاسمی پیرانلو^۱، فاطمه باورسی‌ها^{۲*}، سعیده داداشیان^۳

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱، ش.ص ۱۲-۱، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰)

چکیده

فوتوکاتالیست مغناطیسی $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ به روش سل-ژل سنترز شد. بدین منظور، در مرحله اول ذرات Fe_3O_4 به عنوان هسته مغناطیسی این کامپوزیت و با به کارگیری از روش احیای کربن تهیه گردید. در مرحله دوم، پوشش‌دهی پوسته SiO_2 با استفاده از پیش‌ماده تترا اتیل اورتو سیلیکات (TEOS) انجام شد. در پایان پوسته اکسید روی با استفاده از پیش‌ماده نیترات روی هیدراته بر روی کامپوزیت $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ قرار گرفت. نانوساختارهای تهیه شده با استفاده از آنالیزهای میکروسکوپ الکترونی روبشی محیطی (FESEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، الگوی پراش پرتو ایکس (XRD)، آنالیز خواص مغناطیسی (VSM) و طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDX) مشخصه یابی شد. نتایج FESEM و TEM، پوشش‌دهی سیلیس و اکسید روی را بر روی ذرات هسته تایید کرد و فوتوکاتالیست مغناطیسی $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ با موفقیت تهیه شد. میانگین اندازه ذرات Fe_3O_4 به طور تقریبی ۳۰۰ نانومتر به دست آمد. ضخامت پوسته سیلیس به طور تقریبی ۲۵ نانومتر و ضخامت پوسته اکسید روی در حد چند نانومتر حاصل شد. نتایج VSM نشان داد که پوشش‌دهی پوسته سیلیس و اکسید روی، سبب کاهش مغناطیسی اشباع (M_s) پودر Fe_3O_4 شده است به طوری که مغناطش اشباع از 80 emu/g به 48 emu/g کاهش یافته است که این مقدار جهت بازیابی مغناطیسی مناسب است. خواص فوتوکاتالیستی کامپوزیت $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ تحت تابش نور UV و بر روی تخریب متیلن نارنجی مورد بررسی قرار گرفت. تخریب متیلن نارنجی٪۷۰ به دست آمد.

واژه‌های کلیدی: اکسید روی، مغناطیس، فوتوکاتالیست، سیلیکا، ساختار هسته/پوسته.

^۱ - مدیر و ریاست بخش پژوهش آزمایشگاه معتمد محیط زیست، شرکت فن آوران زیست کره، ابهر، زنجان، ایران

^۲ - کارشناس تحقیق آزمایشگاه معتمد محیط زیست، شرکت فن آوران زیست کره، ابهر، زنجان، ایران

^۳ - کارشناس آموزش آزمایشگاه معتمد محیط زیست، شرکت فن آوران زیست کره، ابهر، زنجان، ایران

* - نویسنده مسئول مقاله: Info@btlab.ir

جداسازی معمولاً به روش سانترفیوژ یا با استفاده از فیلتر انجام می‌شود، هزینه لازم برای جdasازی از حجم وسیعی از آب‌های تصفیه شده بسیار بالا می‌گردد. از طرفی ممکن است جdasازی ذرات اکسید روی به طور کامل صورت نگیرد که این خود، سبب آلودگی ثانویه می‌شود. لذا تلاش‌های فراوانی جهت بهبود فرایند جdasازی با بهره‌گیری از هسته‌های مغناطیسی در جریان است [۱۵-۱۷].


در سال‌های اخیر مواد با ساختار هسته/پوسته کاربردهای متنوعی در حوزه‌های مختلف از قبیل الکترونیک، بیوپزشکی، نوری، شیمی تجزیه وغیره دارند. نانوذرات هسته/پوسته موادی پرکاربرد، با عملکرد بالا و خواص اصلاح شده هستند. به دلیل پوشش‌دهی با مواد پوسته، خواص ذرات هسته مانند میزان واکنش‌پذیری یا پایداری حرارتی می‌تواند اصلاح شود؛ به گونه‌ای که در مجموع، پایداری ذرات و پراکندگی افزایش می‌یابد. در نهایت، ذرات نسبت به مواد مختلف که با هم به کار برده می‌شوند، خواص متمایزی نشان می‌دهند. هدف از پوشش بر روی ذرات هسته معمولاً اصلاح سطح، افزایش قابلیت عملکرد، افزایش پایداری، کاهش مصرف مواد گرانیها و غیره است [۸، ۱۶].

اخیراً گزارش شده است که ذرات اکسید روی به صورت ساختار هسته/پوسته/پوسته به کار برده شده‌اند. ذرات Fe_3O_4 یکی از مهم‌ترین اسپینیل‌های نوع فریت است که به طور گسترده در جdasازی مغناطیسی، کاربردهای انتقال گرماء، الکتروفوتوگرافی وغیره استفاده می‌شود [۱۵]. بنابراین از ذرات Fe_3O_4 به عنوان هسته مغناطیسی و اکسید روی به عنوان این پوسته فتوکاتالیستی این نانوساختارها استفاده شد تا با استفاده میدان مغناطیسی خارجی به راحتی از محیط‌های آبی جدا شوند [۷]. جهت جلوگیری از پدیده انحلال هسته که در اثر تابش نور UV ایجاد می‌شود و سبب کاهش فعالیت فتوکاتالیستی اکسید روی می‌گردد، وجود یک لایه سیلیکای بی اثر میان ذرات ZnO و Fe_3O_4 ضروری است، از این سوی، ذرات ZnO بر روی کامپوزیت اکسیدآهن/سیلیس (سیلیس پوشش‌داده شده بر روی اکسیدآهن) پوشش داده شد [۱۷، ۱۸]. ونگ و همکارانش به سنتز $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ و $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO-Ag}$

پیشگفتار

در طی سال‌های اخیر با افزایش نگرانی‌های محیط‌زیستی ناشی از پیشرفت‌های فناوری و صنعت، تلاش‌های بسیاری در سراسر جهان برای به دست آوردن مواد و فرایندهای مؤثر جهت تصفیه آب‌های آلوده انجام شده است [۱، ۲]. از این رو فرآیندهای تصفیه آلاینده‌های آلی با استفاده از نانوذارت نیمه هادی مانند: TiO_2 , ZnS , ZnO و SnO_2 وغیره مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است [۴، ۳]. اکسید روی در جاذب‌های شیمیایی، سنسورهای گاز، سلول‌های خورشیدی، ابزارهای الکتریکی و نوری، در تخریب فتوکاتالیستی به عنوان کاتالیزور وغیره کاربردهای فراوانی پیدا کرده است [۵، ۶].

خواص فتوکاتالیستی بالای نیمه هادی‌ها از جمله اکسید روی، موجب شده است که در تحریزه فتوکاتالیستی مولکول‌های آلی تحت تابش اشعه‌های ماوراء بنفش به کار برده شوند. اکسید روی با پهنه‌ای باند $3.7/3.3 \text{ eV}$ ، وقتی تحت تابش نور ماوراء بنفش (UV) قرار می‌گیرد e^- و h^+ ایجاد می‌شود. الکترون و حفره‌ها که جزء اساسی عملکرد فتوکاتالیست‌ها هستند تنها در صورتی به وجود می‌آیند که انرژی تابشی بیشتر از عرض باند انرژی به نیمه‌هادی بررسد:



در این واکنش، h و e^- به ترتیب عوامل اکسیدکننده و احیاکننده قوی هستند. واکنش‌های اکسیدا سیون و احیا به ترتیب به صورت زیر می‌باشد:



از این پدیده می‌توان در تخریب آلاینده‌های آلی در حجم زیادی از آب بهره گرفت [۷-۱۱].

با توجه به مصرف مقادیر بالای آب در صنایع مختلف و تولید مقدار قابل توجهی آلاینده‌های آلی، تصفیه آن‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است [۱۲]. یکی از مشکلات اصلی در فرآیندهای تصفیه آب‌های آلوده، جdasازی ذرات اکسید روی از آب‌های تصفیه شده است. از آن‌جا که مرحله

میلی لیتر اتانول و ۳۰ میلی لیتر آب مقطر در حمام آلتراسونیک پراکنده شدند. سپس ۰/۵ میلی لیتر تترا اتیل اورتوسیلیکات و ۴ میلی لیتر آمونیا (۲۵٪ وزنی) به آن اضافه شد و تحت همزن مکانیکی قرار گرفت. ذرات با استفاده از میدان مغناطیسی خارجی از محلول جدا شد. سپس با استفاده از آب مقطر شسته و به مدت ۸ ساعت در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد در آون خشک شد.

سنتر ذرات با ساختار $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$

جهت تهیه نانوساختارهای $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ ۰/۰۵ گرم پودر $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ تهیه شده در مرحله قبل ۰/۵ میلی لیتر DMF با استفاده از حمام آلتراسونیک پراکنده شد. ۰/۶ گرم $\text{ZnNO}_3.6\text{H}_2\text{O}$ در ۵۰ میلی لیتر DMF حل شد و به محلول قبلی اضافه شد. محلول به دست آمده تحت همزن مکانیکی قرار گرفت. سپس محلول ۰/۰۲ مولار سود به آرامی به محلول اولیه اضافه شد. در ادامه به مدت ۶ ساعت تحت همزن مکانیکی قرار گرفت. ذرات به دست آمده با استفاده از جدایش مغناطیسی از محلول جدا شده و با آب مقطر و اتانول چند بار شسته شد. سپس در خشک کن در دمای ۶۰ درجه و به مدت ۶ ساعت خشک شد. در پایان در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد و به مدت ۲ ساعت کلسینه شد و نانو ساختارهای $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ به دست آمد.

بورسی فوتوكاتالیستی

جهت بررسی فوتوكاتالیستی، تخریب متیلن نارنجی با استفاده از نانو کامپوزیت‌های $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ مورد سنجش قرار گرفت. پودر فوتوكاتالیستی تهیه شده در محلول متیلن نارنجی (10 mg/L) به مدت ۳۰ دقیقه در محیط تاریکی هم زده شد و سپس تحت نور UV قرار گرفت و در بازه‌های زمانی مشخص نمونه برداری انجام شد. تغییرات جذب میتلن نارنجی با استفاده از اسپکتروفوتومتر UV-Vis بررسی شد.

پرداختنده که ذرات اولیه Fe_3O_4 استفاده شده کروی بود [۱۸]. در این پژوهش در راستای حل مشکلات مرتبط با جدایش ذرات فوتوكاتالیستی از آب تصفیه شده و امکان استفاده مجدد از آن‌ها، ابتدا ذرات چند ضعیل منظم Fe_3O_4 به عنوان هسته مغناطیسی تهیه شد و در مرحله بعد ساخت نانوساختارهای فوتونکاتالیستی $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ انجام شد. در ادامه مشخصه‌یابی این فوتوكاتالیست کامپوزیتی انجام شد. شکل ۱ شماتیک از روند تشکیل کامپوزیت $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ را نشان می‌دهد.

مواد و روش‌ها

مواد شیمیایی


دی متیل فرمامید (DMF > ۹۹.۸٪)، سدیم هیدروکسید (NaOH > ۹۶٪)، تترا اتیل اورتوسیلیکات (TEOS > ۹۹٪)، نیترات روی (۹۹٪) > ۹۹.۹٪، آب مقطر، اتانول ($\text{ZnNO}_3.6\text{H}_2\text{O} > ۹۹.۹\%$ ٪)، آمونیوم هیدروکسید ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} > ۹۹.۹\%$ ٪)، آهن کلرید (III) شش آبه (۹۹٪)، آهن کلرید (III) شش آبه (۹۹٪)، $\text{NH}_3.\text{H}_2\text{O}$ ، کتان چربی زدایی شده، تمامی مواد اولیه استفاده شده تهیه شده از شرکت مرک بوده است.

سنتر ذرات Fe_3O_4

ذرات مغناطیسی Fe_3O_4 به روش احیای کربن تهیه شد. ابتدا ۸۰ گرم آهن کلرید (III) شش آبه در ۱۵۰ میلی‌لیتر آب مقطر به مدت ۱۵ دقیقه هم زده شد. ۷ گرم پارچه کربن چربی زدایی شده درون محلول قرار داده شد و به مدت ۱۰ دقیقه تحت حمام آلتراسونیک قرار گرفت. سپس جمع آوری شده و تحت دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴ ساعت سنتر شد.

سنتر ذرات با ساختار $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$

جهت تهیه نانو ساختارهای $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ ابتدا ۰/۰۵ گرم پودر Fe_3O_4 تهیه شده در بخش قبلی به همراه ۱۲۰

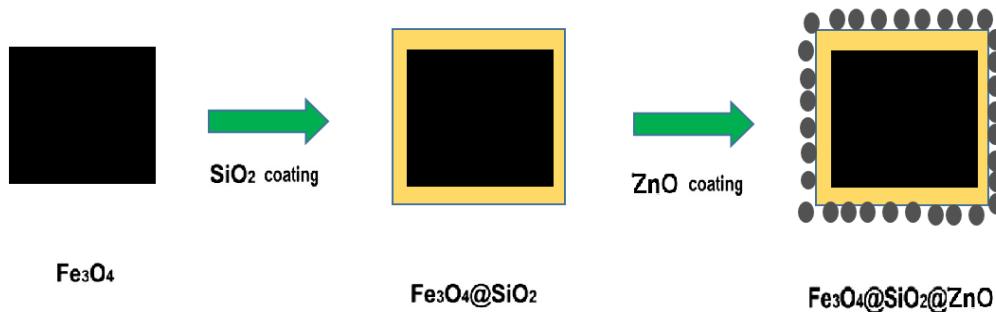شکل ۱- شماتیکی از روند تشكیل کامپوزیت‌های $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ با ساختار هسته/پوسته/پوسته

مشخصه‌یابی

در شکل ۴ نمایش داده شده است که حضور عناصر Fe, Si, Zn و O را نشان می‌دهد. نتایج EDX در تکمیل سایر نتایج به دست آمده، تشکیل نانوساختارهای $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ را تایید می‌کند.

تصاویر TEM در شکل ۵ (الف و ب)، به ترتیب تشکیل ساختار هسته/پوسته/پوسته را برای کامپوزیت‌های $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ و $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ نشان می‌دهد. در تصویر TEM شکل ۵ (الف) پوششی نازک و نسبتاً شفاف سیلیس نسبت به ذرات هسته کامل مشخص است [۱۹]؛ اما همان‌گونه که از تصاویر TEM و FESEM مشاهده می‌شود، پوشش‌دهی باعث کلوخه‌ای شدن ذرات شده است که می‌توان آن را به پراکنده‌سازی ضعیف ذرات نسبت داد، استفاده از دستگاه حمام آلتراسونیک با توان بیشتر می‌تواند در پوشش‌دهی یکنواخت ذرات هسته موثر باشد [۲۰، ۲۱]. کاهش کلوخه‌ای شدن، خاصیت فتوکاتالیستی این کامپوزیت‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین ضخامت پوسته‌ی SiO_2 ، جهت جلوگیری از پدیده تجزیه و انحلال اثر نور و از طرفی تهیه کامپوزیت با بیشترین خاصیت مغناطیسی جهت بازیابی بهتر اهمیت دارد. در واقع بالاتر بودن باند ظرفیت هسته مغناطیسی از باند ظرفیت اکسیدروی و پایین‌تر بودن باند هدایت هسته مغناطیسی از باند هدایت اکسید روی، باعث انتقال حامل‌های بار از اکسید روی به هسته مغناطیسی و دو مرتبه ترکیب زوج الکترون-حفره می‌شود و طول عمر الکترون-حفره تولید شده کاهش می‌یابد. بنابراین با کاهش بیش از حد پوشش میانی سیلیس، بازده


ساختار و مرفوژوئی نانوساختار تهیه شده با استفاده از الگوی پراش ایکس XRD (شرکت MPD PANalytical و ساخت کشور هلند) مورد بررسی قرار گرفت. طیف جذب UV-Vis، با استفاده طیف مادون قرمز (FTIR, Bruker, Tensor 27) بررسی شد. این کامپوزیت‌ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روشنی محیطی (FESEM) و شرکت MIRA3 SCAN مدل (leo 906, zeiss, 100 kv TEM) مشخصه‌یابی شدند. خواص مغناطیسی آن‌ها نیز با استفاده از آنالیز خواص مغناطیسی (VSM، کویر کاشان Co.MDK6) انجام شد.

نتایج و بحث


شکل ۲ تصاویر FESEM ذرات Fe_3O_4 سنتر شده را نشان می‌دهد. در شکل ۲ مشاهده می‌شود که ذرات به صورت چند ضلعی‌های منظم می‌باشند. میانگین اندازه ذرات به طور تقریبی ۳۰۰ نانومتر است. شکل ۳ (الف) تصویر FESEM کامپوزیت $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ با ساختار هسته/پوسته را نشان می‌دهد. پوشش هموار اطراف ذارت Fe_3O_4 ، تشکیل پوسته SiO_2 را تایید می‌کند. بنابراین، لایه نشانی لایه‌ی سیلیس بر روی ذرات مغناطیسی Fe_3O_4 با استفاده از روش سل-ژل به خوبی انجام شده است. شکل ۳ (ب) پوشش دهنده پوسته ZnO بر روی کامپوزیت $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ نشان می‌دهد که پوشش ZnO ناهموار بوده و کاملاً با پوشش سیلیس متفاوت است [۱۸]. همچنین طیف EDX کامپوزیت

آب، الکل، دما و زمان انجام واکنش پنج عامل مهم در کنترل ضخامت پوشش اعمالی می‌باشد [۲۰]. در تصویر TEM شکل ۵ (ب) پوشش نازکی از اکسید روی مشاهده می‌شود که با شکل ۵ (الف) متفاوت است. ضخامت پوشته ZnO در حد چند نانومتر است.


فوتوکاتالیستی این کامپوزیت کاهش می‌یابد. افزایش بیش از حد پوشش میانی سیلیس نیز منجر به کاهش مغناطیس اشباع و به تبع آن کاهش بازیابی راحت‌تر ذرات فوتوکاتالیستی می‌گردد [۲۲، ۲۳]. ضخامت پوشته سیلیس به طور تقریبی ۲۵ نانومتر به دست آمد. غلظت TEOS،

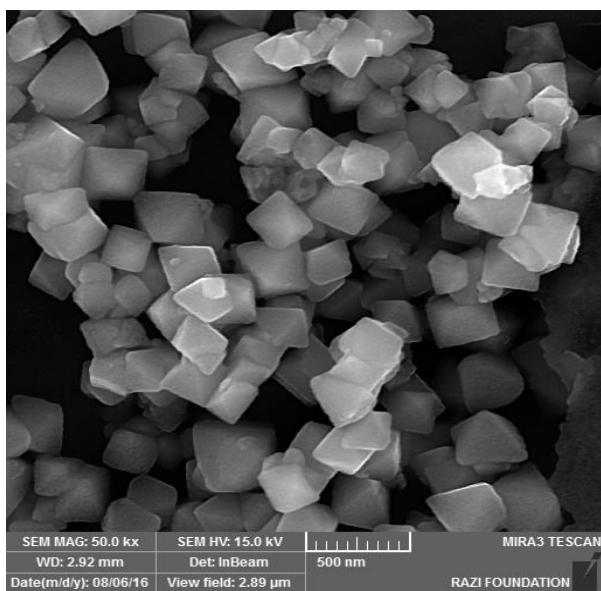

شکل ۲- تصاویر FESEM ذارت Fe_3O_4 سنتز شده به روش احیای کربن

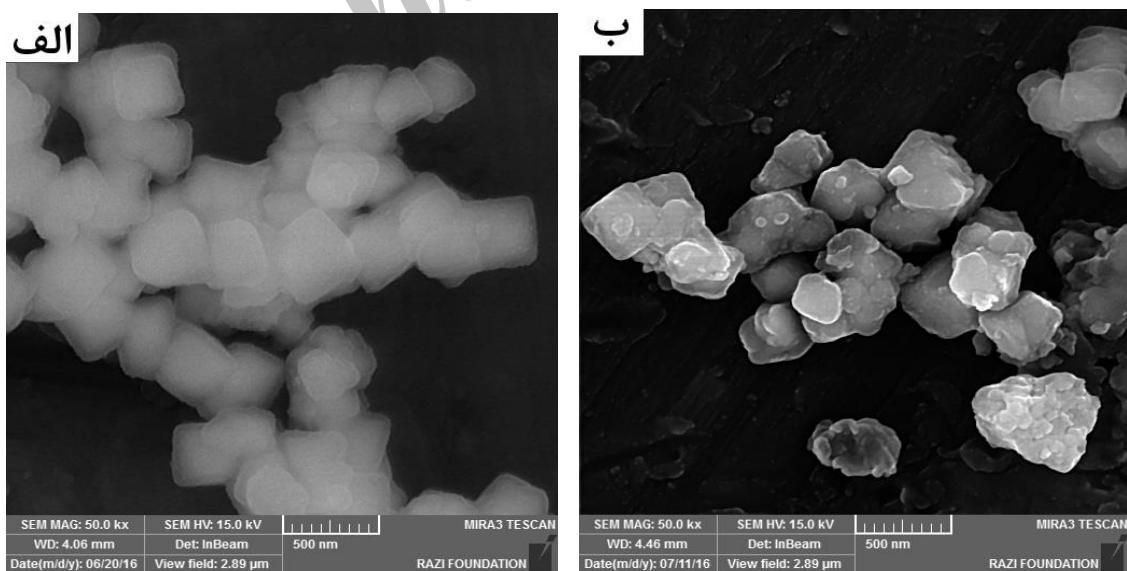



شکل ۳- تصاویر FESEM (الف) کامپوزیت‌های $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ و (ب) کامپوزیت‌های $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$

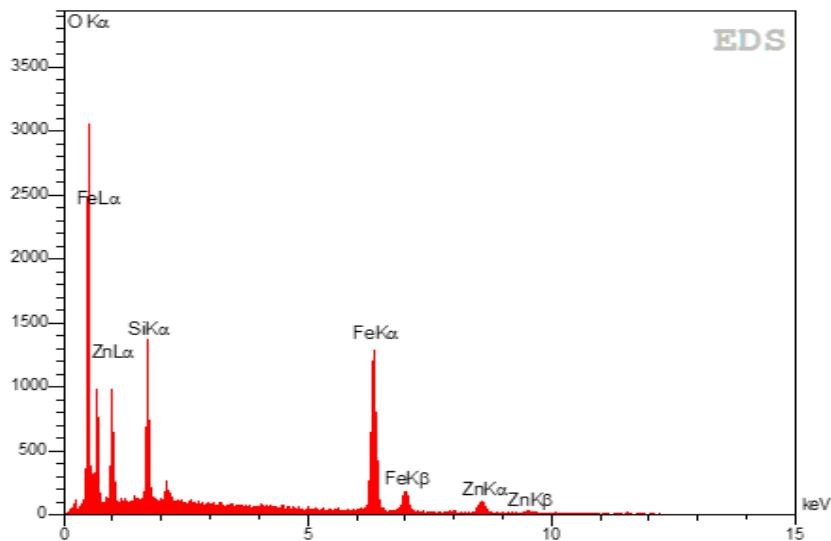شکل ۴ - طیف EDX کامپوزیت $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$

آن جا که فاز سیلیکا آمورف می‌باشد، انتظار می‌رفت پهنه‌ای پیکی برای فاز سیلیکای آمورف مشاهده نشود[۲۴]. پیک‌های پراش مشخص شده با (○) در شکل ۱ فاز ZnO (شماره کارت ۱۱۳۶-۰۱) را نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، شدت پیک‌های فاز ZnO ضعیف بوده است که با توجه به تصاویر TEM، مرتبط به پوشش‌دهی با ضخامت چند نانو می‌باشد.

شکل ۶ (الف و ب) به ترتیب الگوی تفرق اشعه ایکس (XRD) پودر Fe_3O_4 سنتز شده و نانوساختارهای پراش اشعه ایکس مشاهده می‌شود که ذرات Fe_3O_4 تهییه شده ساختار مکعبی دارند و با طیف استاندارد با شماره کارت ۱۹-۰۶۲۹ تطابق دارد. پیک‌های پراش مشخص شده با (■) در شکل ۱ فاز Fe_3O_4 را نشان می‌دهد. از

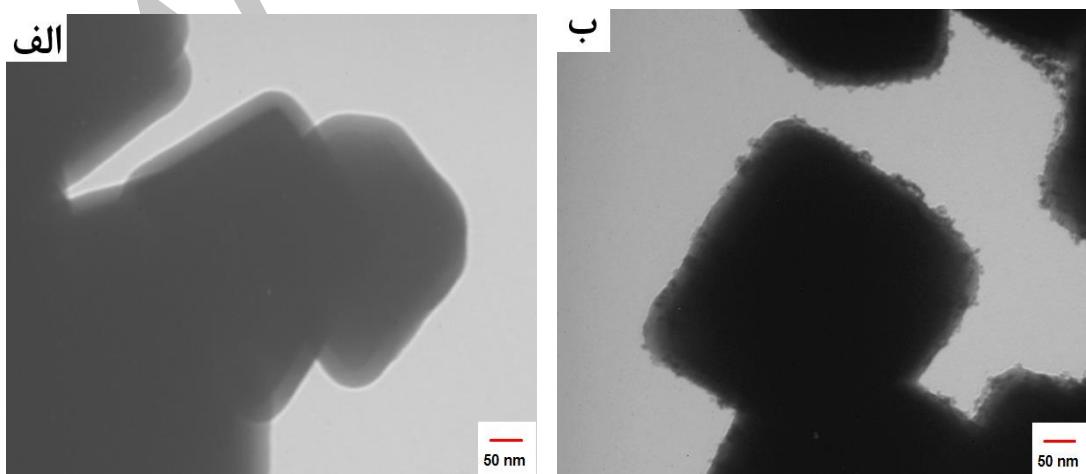
شکل ۵ - تصاویر TEM نانوساختارهای (الف) $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ و (ب) $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ با ساختار هسته/پوسته/پوسته

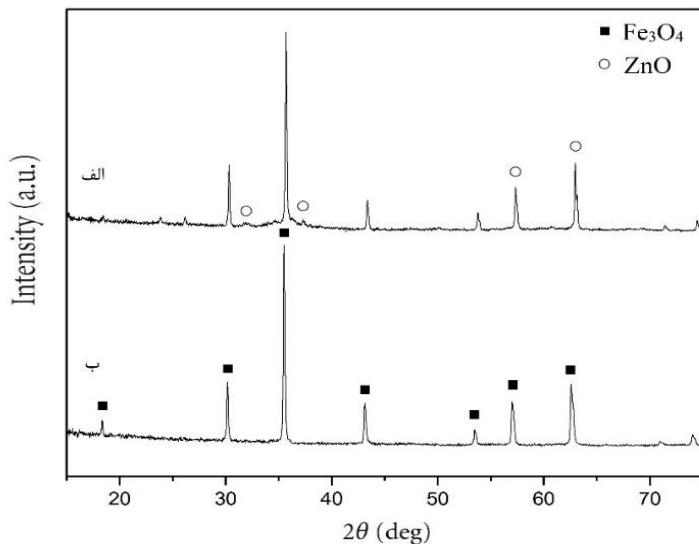

شکل ۶- الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) ذرات Fe_3O_4 سنتز شده و نانوساختارهای $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$

است. طیف باند 580 cm^{-1} مدهای کششی Fe-O را نشان می‌دهد (شکل ۷-الف) [۲۰]. مدهای ارتعاشی کششی متقارن و کششی نامتقارن Si-O-Si در 800 cm^{-1} و 1120 cm^{-1} ظاهر شده است (شکل ۷-ب). جذب باند Zn-O در طول موج 540 cm^{-1} مشاهده می‌شود (شکل ۷-ج) [۲۵].

جهت شناسایی بهتر کامپوزیت $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ طیف FTIR آن تهیه شد. شکل ۷ طیف FTIR پودر $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ ، کامپوزیت $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ ، Fe_3O_4 تهیه شده را نشان می‌دهد. در این طیف مدهای ارتعاشی 1360 cm^{-1} و 3430 cm^{-1} به ترتیب مدهای ارتعاشی خمی و کششی H-O-H است و مرتبط به حضور آب

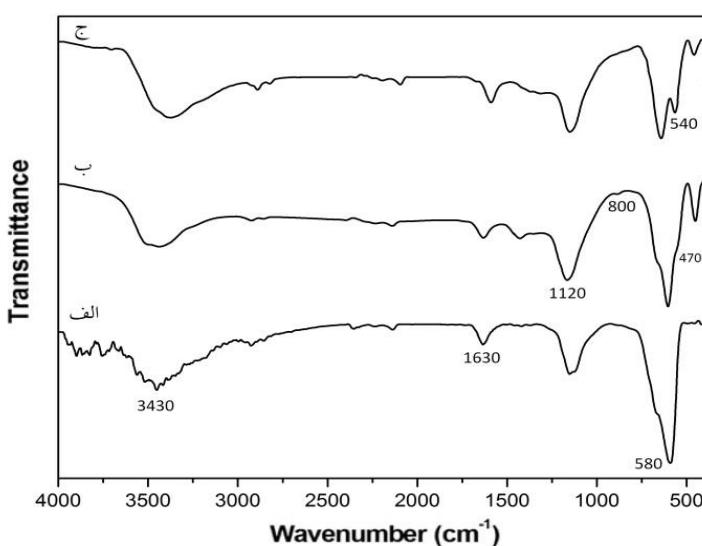


شکل ۷- طیف‌های FTIR (الف) پودر $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ ، (ب) نانوساختارهای $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ و (ج) Fe_3O_4

شکل ۱۰ اثر پودر فوتوكاتالیستی $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ بر روی تغییرات جذب متیلن نارنجی در بازه‌های زمانی را مشخص نشان می‌دهد. با بررسی تغییرات جذب در طول موج بیشینه (۴۶۵ نانومتر)، مقدار تخریب متیلن نارنجی با استفاده از رابطه زیر به دست آمد:


$$D(\%) = \left(\frac{A_o - A_t}{A_o} \right) \times 100 \quad (1)$$

که در آن D درصد تخریب و A_t و A_o جذب در زمان‌های صفر و t می‌باشد. تخریب در طول موج ۴۶۵ نانومتر تحت تابش نور UV، در اثر افروزن پودر فوتوكاتالیستی $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ به محلول متیلن نارنجی (۱۰ میلی‌گرم بر لیتر) در مدت زمان‌های ۱۰، ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ دقیقه، به ترتیب ۱۷٪، ۴۹٪، ۵۴٪ و ۶۷٪ به دست آمد. بیشینه تخریب متیلن نارنجی ۷۰٪ در مدت زمان ۱۸۰ دقیقه تحت تابش نور UV به دست آمد. تخریب تدریجی متیلن نارنجی، حضور و پوشش‌دهی ZnO را بر روی کامپوزیت $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ تایید می‌کند. کامپوزیت $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ تهیه شده تو سط ونگ و همکارانش رودامین B را در مدت زمان ۹۰ دقیقه تخریب کرد.

تصاویر تغییرات خواص مغناطیسی نمونه‌های تهیه شده در میدان مغناطیسی ۱۰ kOe- تا ۱۰ kOe دمای اتاق در شکل ۸ آورده شده است. مشاهده می‌شود که با ایجاد پوشش‌های ZnO و SiO_2 بر روی ذرات Fe_3O_4 ، مغناطش اشعاع کاهش یافته است که پوشش‌دهی پوسته‌های ZnO و SiO_2 را تایید می‌کند. شکل ۹ روند کاهش خاصیت مغناطیسی اشعاع (M_s) را برای پودر Fe_3O_4 سنتز شده و نانوساختارهای $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ و $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ نشان می‌دهد. مغناطیس اشعاع پودر Fe_3O_4 در اثر پوشش‌دهی‌های ZnO و SiO_2 صورت گرفته از ۸۰ emu/g به ترتیب به ۴۸/۸ emu/g و ۶۶ emu/g رسیده است. مقدار مغناطش اشعاع پودر نهایی ۴۸/۸ emu/g به دست آمده است که جهت جداسازی مغناطیسی و بازیابی مجدد قابل قبول است. این خاصیت موجب می‌شود، این مواد در فرآیندهای تصفیه آب با کمترین آلودگی‌های ثانویه قابل استفاده باشند. هوآنگ و همکارانش کامپوزیت مغناطیسی با پوشش تیتانیا تهیه کردند. مغناطش اشعاع کامپوزیت فوتوكاتالیستی $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ به دست آمد و بیان کردند این مقدار جهت جداسازی مغناطیسی مناسب است [۲۶].

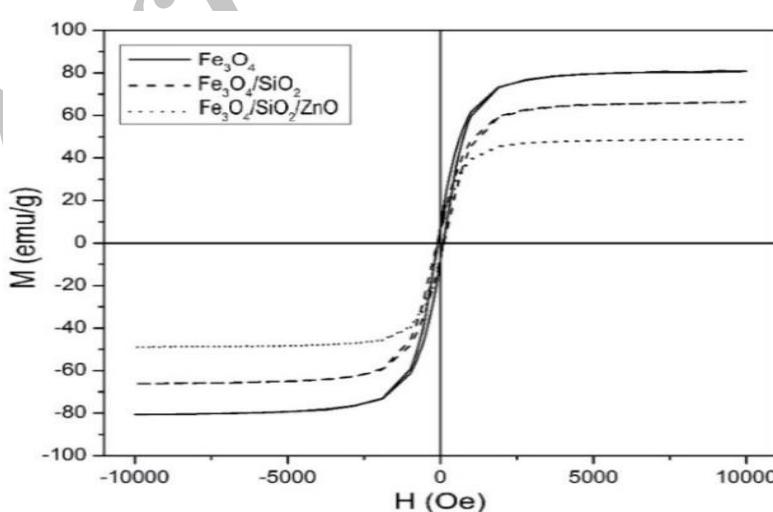

شکل ۸- منحنی ویژگی‌های مغناطیسی برای ذرات Fe_3O_4 و $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ و نانوساختارهای $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ در دمای اتاق

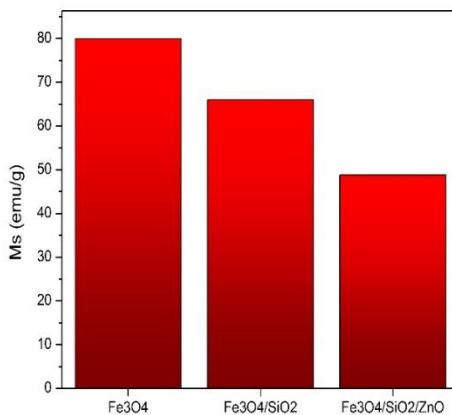


شکل ۹ - خاصیت مغناطیسی اشباع (M_s) برای ذرات Fe_3O_4 و نانوساختارهای $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ و $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$

نسبت به نانوساختارهای $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ و $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ تهیه شده براساس نتایج تست VSM به ترتیب از 80 emu/g به 66 emu/g کاهش یافته است. با این حال این مقدار از خاصیت مغناطیسی برای بازیابی مغناطیسی اکسید روی مناسب است و جداسازی راحت ذرات اکسید روی فراهم می‌کند. میزان تخریب متیلن نارنجی برای کامپوزیت $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ تهیه شده 70% به دست آمد.

نتیجه‌گیری

در این پژوهش کامپوزیت فوتوکاتالیستی $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{ZnO}$ با ساختار هسته/پوسته/پوسته با موفقیت تهیه شد. هسته مورد استفاده در این نانوساختار، ذرات چندضلعی منظم Fe_3O_4 در نظر گرفته شد. لایه میانی سیلیس بدون استفاده از دما و سورفکتانت بر روی ذرات هسته پوشش دهی شد و لایه فوتوکاتالیستی ZnO با استفاده از پیش ماده نیترات روی هیدراته به دست آمد. میزان مغناطیسی اشباع هسته مغناطیسی غیرکروی

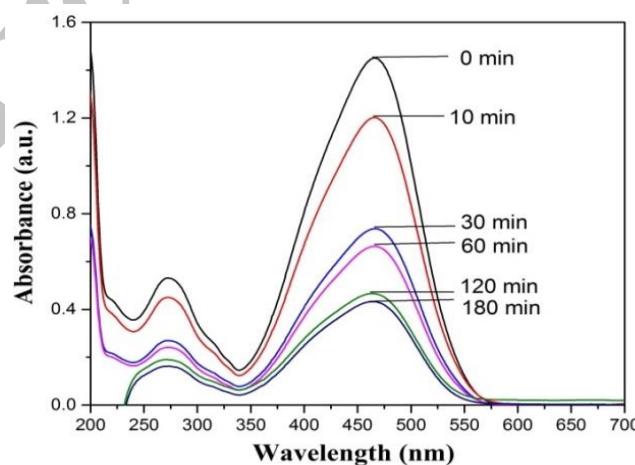

شکل ۱۰ - منحنی‌های جذب محلول متیلن نارنجی (با غلظت اولیه $10 \text{ میلی گرم بر لیتر}$) در زمان‌های متفاوت، تحت تابش نور UV

References:

- 1- C. Berberidou, I. Pouliso, N.P Xekoukoulotakis, D. Mantavirinos, "Photocatalytic and sonophotocatalytic degradation of malachite green in aqueous solutions", *Catalysis B: Environmental*, 74, 63–72, 2007.
- 2- T. Sauer, G. Cesconeto Neto, H. J. José, "Kinetics of photocatalytic degradation of reactive dyes in a TiO_2 slurry reactor", *Photochem. Photobiol. A.*, 149, 147–154, 2002.
- 3- B. Cui, H. Peng, H. Xia, X. Guo and H. Guo, "Magnetically recoverable core–shell nanocomposites $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3@\text{SiO}_2@\text{TiO}_2\text{-Ag}$ with enhanced photocatalytic activity and antibacterial activity", *Separation and Purification Technology*, 103, pp.251-257, 2013.
- 4- Y. Chi, Q. Yuan, Y. Li, L. Zhao, N. Li, X. Li, and W. Yan, "Magnetically separable $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2@\text{TiO}_2\text{-Ag}$ microspheres with well-designed nanostructure and enhanced photocatalytic activity", *Journal of hazardous materials*, 262, pp.404-411, 2013.
- 5- R. Y. Hong, S. Z. Zhang, G. Q. Di, H. Z. Li, Y. Zheng, J. Ding and D. G. Wei, "Preparation, characterization and application of $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{ZnO}$ core/shell magnetic nanoparticles", *Materials Research Bulletin*, 43(8), pp.2457-2468, 2008.
- 6- A. Sáenz-Trevizo, P. Amézaga-Madrid, P. Pizá-Ruiz, W. Antúnez-Flores, C. Ornelas-Gutiérrez and M. Miki-Yoshida, "Efficient and durable ZnO core-shell structures for photocatalytic applications in aqueous media", *Materials Science in Semiconductor Processing*, 45, pp.57-68, 2016.
- 7- X. Feng, H. Guo, K. Patel, H. Zhou, and X. Lou, "High performance, recoverable Fe_3O_4 ZnO nanoparticles for enhanced photocatalytic degradation of phenol", *Chemical Engineering Journal*, 244, pp.327-334, 2014.
- 8- J. Wan, H. Li and K. Chen, "Synthesis and characterization of $\text{Fe}_3\text{O}_4@ \text{ZnO}$ core–shell structured nanoparticles", *Materials Chemistry and Physics*, 114(1), pp.30-32, 2009.
- 9- W. Li, G. Wang, C. Chen, J. Liao and Z. Li, "Enhanced visible light photocatalytic activity of ZnO nanowires doped with Mn^{2+} and Co^{2+} ions", *Nanomaterials*, 7(1), p.20, 2017.
- 10- P. Boule, D. W. Bahnemann, P. K. J. Roberlsom, "The Handbook of environment chemistry, environmental photochemistry part II", part M, springer-verlag, Berlin Heidelberg, Germany 2, 2005.
- 11- ع. دوستی، ب. شایق بروجنی و ر. ابراهیمی کهریزسنگی، "اثر افزایش اکسید تنگستن بر خواص حفاظت فتوکاتالیز پوشش‌های تیتانیایی تهیه شده به روش سل-ژل"، مجله مواد نوین، جلد ۵، شماره ۳، ص ۱۲۳-۱۳۴، بهار ۱۳۹۴.
- 12- M. Salehi, H. Hashemipour, M. Mirzaee, "Experimental study of influencing factors and kinetics in catalytic removal of methylene blue with TiO_2 nanopowder", *American journal of environmental engineering* 2, 1-7, 2012.
- 13- J. A. Byrne, B. R. Eggins, N. M. D. Brown, B. McKinney, M. Rouse, "Immobilisation of TiO_2 powder for the treatment of polluted water", *Environmental* 17, 25-36, 1998.
- 14- X. Chen, C. Li, J. Wang , J. Li, X. Luan, Y. Li, R. Xu, B. Wang, "Investigation on

solar photocatalytic activity of TiO₂ loaded composite: TiO₂/Eggshell, TiO₂/Clamshell and TiO₂/CaCO₃", Materials Letters 64 , 1437–1440, 2010.

15- A .Haarstrick , O. M. Kut , and E .Heinzle , "TiO₂-Assisted Degradation of Environmentally Relevant Organic Compounds in Wastewater Using a Novel Fluidized Bed Photoreactor", Environ. Sci. Technol, 30, 817-824, 1996.

16- R. Ghosh Chaudhuri, S. Paria, "Core/shell nanoparticles: classes, properties, synthesis mechanisms, characterization, and applications", Chem Rev 112, 2373-2433, 2012.

17- D. Beydoun and R. Amal," Novel Photocatalyst: Titania-Coated Magnetite. Activity and Photodissolution", J. Phys. Chem. B, 104, 4387-4396, 2000.

18- J. Wang, J. Yangc, X. Li , B. Wei, D. Wang, H. Songa, H. Zhaic, X. Li, "Synthesis of Fe₃O₄@SiO₂@ZnO-Ag core–shell microspheres for the repeated photocatalytic degradation of rhodamine B under UV irradiation", Molecular Catalysis A: Chemical 406 97–105, 2015.

19- J-W. Lee, K. Hong, W-S. Kim, J. Kim, "Effect of HPC concentration and ultrasonic dispersion on the morphology of titania-coated silica particles", Journal of Industrial and Engineering Chemistry 11, 609-614, 2005.

20- J. Zou, Y. G. Peng, and Y. Y. Tang, "A facile bi-phase synthesis of Fe₃O₄@SiO₂

core–shell nanoparticles with tunable film thicknesses", RSC Advances, 4(19), pp.9693-9700, 2014.

21- Y. Deng, D. Qi, C. Deng, X. Zhang and D. Zhao, "Superparamagnetic high-magnetization microspheres with an Fe₃O₄@ SiO₂ core and perpendicularly aligned mesoporous SiO₂ shell for removal of microcystins", Journal of the American Chemical Society, 130(1), pp.28-29, 2008.

22- Z. Wang, L. Shen, S. Zhu, "Synthesis of Core-Shell@@ Microspheres and Their Application as Recyclable Photocatalysts", International Journal of Photoenergy, 2012.

23- D. Beydoun, R. Amal, G. Low and S. McEvoy, "Occurrence and prevention of photodissolution at the phase junction of magnetite and titanium dioxide", Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 180(1), pp.193-200, 2002.

24- J. Li, L. Gao, Q. Zhang, R. Feng, H. Xu, J. Wang, D. Sun, and C. Xue, "Photocatalytic Property of Fe₃O₄/SiO₂/TiO₂ Core-Shell Nanoparticle with Different Functional Layer Thicknesses", 10.1155/986809, 2014.

25- H.Osman, Z.Su, X. Ma, S.Liu, X.Liu, D. Abduwayit, "Synthesis of ZnO/C nano-composites with enhanced visible light photocatalytic activity", Ceram. Int., 42, 10237–10241, 2016.

26- X. Huang, G. Wang, M. Yang, W. Guo, H. Gao, "Synthesis of polyaniline-modified Fe₃O₄/SiO₂/TiO₂ composite microspheres and their photocatalytic application", Materials Letters 65, 2887-2890, 2011.