

## مطالعه یک مورد سلول زدایی بافت لثه کامی انسان و آماده سازی مدلی سه بعدی (3D matrix) برای کاربرد در تحقیقات مقدماتی مهندسی بافت لثه

مجتبی چروی<sup>\*</sup>، ناصر مهدوی شهری<sup>۱</sup>، جواد بهارآرا<sup>۱</sup>، سیدعلی بنی هاشم راد<sup>۲</sup>، جینا خیاط زاده<sup>۱</sup>

خدیجه نژاد شاهرخ آبادی<sup>۱</sup>، سمیه نادری<sup>۱</sup>

۱- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، ایران

۲- دانشکده دندانپزشکی و مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

\* پست الکترونیک نویسنده مسئول: Mojtaba\_cheravi@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۰/۸/۱۷

تاریخ دریافت: ۱۳۹۰/۵/۲۶

### چکیده

هدف: هدف این تحقیق تهیه شبکه خارج سلولی (ماتریکس) سه بعدی از بافت لثه کامی و بررسی امکان کاربرد داربست‌های طبیعی (Scaffolds) تهیه شده در تحقیقات کشت سلولی و مهندسی بافت می‌باشد.

مواد و روش‌ها: به منظور تهیه داربست‌ها، بافت لثه کامی انسان به صورت بیوبسی تهیه و سلول زدایی به روش فیزیکی (قرار دادن در تانک ازت و شستشو با آب مقطر) شیمیایی با درصدهای متفاوتی از سدیم دودسیل سولفات SDS (غلظت‌های ۱، ۰/۷۵، ۰/۵، ۰/۲۵ و ۰/۱ درصد) در ۵ گروه انجام شد. سپس جهت تست داربست سلول زدایی شده با غلظت ۱ درصد محلول SDS، از سلول‌های شبه جنینی بافت بلاستما برای کشت بر روی این داربست سه بعدی استفاده گردید.

نتایج: کاهش درصد SDS به پایین تر از ۵/۰ درصد به طور معنی داری باعث کاهش سلول زدایی بافت شد ( $P<0/05$ ). مطالعه میکروسکوپی در مورد بلاستما و داربست همراه آن در روزهای مختلف کشت نفوذ سلولی، مهاجرت، چسبندگی و تمایز را نشان داد.

نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که امکان تهیه یک داربست طبیعی از بافت لثه کامی به وسیله تیمار با SDS وجود دارد. از طرف دیگر نتایج مطالعات هیستولوژیک نشان می‌دهد که داربست‌های سلول زدایی شده لثه کامی می‌تواند همچون لثه آزاد داربست زیستی سه بعدی مناسبی برای حرکت، تمایز، چسبندگی و مهاجرت سلول‌ها باشد. آزمایشات بیشتر جهت تعیین ماهیت سلول‌های تمایز یافته می‌تواند به پیشرفت دانش ما در رابطه با بر هم کنش‌های سلول- ماتریکس کمک کنند.

وازگان کلیدی: بافت بلاستما، سدیم دودسیل سولفات، ماتریکس خارج سلولی، مهندسی بافت

دهانی و دندانی سالیانه میلیونها انسان را در بر می‌گیرد.<sup>(۸)</sup> بافت دهانی به دلیل وجود سلول‌های بنیادی جوانه دندانی با خصوصیاتی مشابه سلول‌های بنیادی مزانشیمی قادر به تمایز به عاج دندان، سلول‌های چربی و عصبی در شرایط آزمایشگاهی و بدنی، همواره مورد توجه مهندسی بافت بوده است.<sup>(۹)</sup> با توجه به اینکه بافت لثه خود از سه قسمت لثه چسبنده، لثه آزاد و مارژینال و لثه چسبنده تشکیل شده، حاوی مقدار زیادی الیاف کلاژن است. کلاژن به عنوان داربست طبیعی دارای سازش پذیری زیستی بالا به عنوان یکی از ویژگی‌های داربست طبیعی است و امکان جایگزینی آسان سلول و فاکتور رشد را فراهم می‌کند.<sup>(۱۰، ۱۱)</sup> بافت بلاستما گروهی از سلول‌های تمایز نیافته‌ای هستند که در بخش هایی از بدن یک موجود زنده با شباهت بسیار زیادی به سلول‌های جنبی قابلیت تقسیم و تمایز می‌باشند و در پیدایش اعضا یا فرایند ترمیم و بازسازی بافت‌های آسیب دیده مشارکت می‌نمایند. گوش خرگوش مدل مناسی برای مطالعات بافت بلاستما بوده و با ایجاد سوراخی در لاله گوش تمام بافت از دست رفته در آن محل دوباره بازسازی می‌گردد. تشکیل این بافت و بازسازی مجدد در ناحیه آسیب دیده طی فرایندهای تکثیر سلولی، سنتر اجزای ماتریکس خارج سلولی، مهاجرت و تمایز سلولی صورت می‌گیرد.<sup>(۱۲)</sup>

هدف از انجام این تحقیق در مرحله اول، تهیه داربست‌های سه بعدی مشتق شده از ماتریکس خارج سلولی بافت لثه کامی انسان بود. همچنین تأثیر غلظت‌های مختلفی از سدیم دودسیل سولفات‌(SDS) به عنوان یک دترجنت یونی که در فرایندهای سلول‌زدایی استفاده می‌شود مورد بررسی قرار گرفت. در بخش دوم این تحقیق جهت آزمایش داربست، بر هم کنش بین داربست تهیه شده و بافت بلاستمای حاصل از گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندری مورد بررسی قرار گرفت.

## مواد و روش‌ها

**سلول زدایی بافت لثه کامی به منظور تهیه داربست طبیعی:** قطعات بافت لثه کامی انسان با کمک متخصص و جراح لثه در کلینیک تخصصی دندانپزشکی از نواحی از سطح کامی دندان که نیاز به اعمال جراحی لثه از قبیل: افزایش طول تاج دندان به منظور انجام ترمیم یا از ناحیه جراحی دندان‌های عقل نهفته فک بالا، با اجازه و توجیه بیماران و با رعایت اصول اخلاقی مربوطه تهیه گردید (این قطعات اضافی در حالت طبیعی دور ریخته می‌شوند). نمونه‌ها متعلق به مردان و زنان ۴۵ تا ۲۰

## مقدمه

مهندسی بافت یکی از علوم جدید است که در سال‌های اخیر در درمان ضایعات بافتی و اندامی و حتی جایگزینی کامل یک اندام، بسیار مورد توجه قرار گرفته است.<sup>(۱)</sup> مهندسی بافت مولد یک حوزه مطالعاتی جدید است که در آن اصول مهندسی و بیولوژی را جهت اصلاح بافت زنده آسیب دیده بکار می‌گیرد و موجب تجدید، ترمیم و حفظ عمل بافت می‌شود.<sup>(۲)</sup> داربست، سلول و فاکتورهای رشد، سه رکن اصلی در مهندسی بافت هستند. یک داربست ایده آل باید دارای تخلخل مناسب برای انتشار مواد غذایی بوده و امکان پاک سازی مواد زائد را داشته و دارای پایداری مکانیکی مناسبی جهت ثبت و انتقال بار باشد.<sup>(۳)</sup> علاوه بر این، شیمی سطح ماده باید چسبنده سلول و علامت دهی داخل سلولی را به نحوی ارتقا دهد که سلول‌ها فوتیپ طبیعی خودشان را بروز دهند.<sup>(۴)</sup> مولکول‌های ماتریکس خارج سلولی (Extracellular matrix) ECM مانند فیبرونکتین، لامینین و رسپتورهای گلیکوپروتئینی سطح سلولی آنها در مهاجرت و تمایز سلولی نقش دارند. در واقع اجزای ماتریکس خارج سلولی زیر بنای مهندسی بافت را تشکیل می‌دهند. دینامیک سلول- ماتریکس نقش مهمی در تسهیل و سازماندهی بسیاری از فرایندهای سلولی بازی می‌کند. ماتریکس خارج سلولی علاوه بر نقش اتصالی و داربستی برای سلول‌ها، به آماده سازی و جداسازی فاکتورهای رشد مورد نیاز سلول‌ها کمک می‌کنند. با توجه به ویژگی فوق، استفاده از داربست‌های طبیعی حاصل از سلول‌زدایی بافت‌های موجودات زنده مفید بنظر می‌رسد.<sup>(۵)</sup> سلول زدایی فرآیندی است که طی آن تمامی سلول‌های یک اندام یا بافت از آن جدا می‌شوند، به طوری که فقط شبکه خارج سلولی و چهارچوب ما بین سلول‌ها به صورت دست نخورده باقی بماند. سلول زدایی از بافت‌ها و ارگان‌ها جهت استفاده از ماتریکس‌های خارج سلولی برای ایجاد داربست‌های زیستی به طور موفقیت آمیزی در مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی انجام شده است.<sup>(۶)</sup> اولین درخواست‌های کلینیکی به منظور استفاده از سلول‌های انسانی در مهندسی بافت برای بافت پوست با استفاده فیبروبلاست‌ها، کراتینوسیت‌ها و داربست در سال ۱۹۸۰ آغاز شد. اندکی پس از آن تلاش به منظور بازسازی بافت‌های دهانی، استخوان اسفنجی و پریودونتیکس یا اطراف دندانی انجام گرفت.<sup>(۷)</sup> تأثیر مهندسی بافت در دندانپزشکی ناشی از درخواست‌های بی شمار آن در بافت‌های مرتبط با حفره دهانی بوده، چرا که درمان‌های پزشکی برای ضایعات بافت‌های

**تهیه بافت بلاستما:** جهت تهیه بافت بلاستما از خرگوش‌های نر سفید نژاد نیوزلندر ۶-۸ ماهه با وزن تقریبی ۲/۵ کیلوگرم که از موسسه تحقیقاتی سرم سازی رازی مشهد تهیه شده بودند، استفاده گردید. در تمام زمان استفاده از این حیوانات، آن‌ها در حیوان خانه دانشگاه نگهداری شدند و تحت یک رژیم غذایی پایه به صورت انفرادی در قفس و با درجه حرارت کنترل شده  $20 \pm 2$  درجه سانتی گراد و روشناهی ۱۲ ساعت در شباهه روز قرار داشتند. با رعایت نکات اخلاقی و بعد از بی حس کردن گوش خرگوش توسط لیدوکائین، با استفاده از دستگاه پانچ چند سوراخ به قطر ۲ میلی متر در لاله گوش خرگوش ایجاد شد و بعد از گذشت سه روز در محل سوراخ اولیه، پانچ دیگری به قطر ۴ میلی متر زده شد و حلقه‌ی بلاستمایی جدا گردید. بعد از جدا سازی حلقه‌ی بلاستمایی، جهت حذف آلودگی چندین بار با سرم فیزیولوژی استریل شستشو داده شد.

**قراردادن داربست آماده شده درون بلاستما و مطالعه بافت شناسی:** بعد از آماده سازی داربست و بافت بلاستما، در زیر هود لامینار و در شرایط کاملاً استریل داربست‌های تهیه شده در میان حلقه‌های بلاستمایی قرار داده شدند و در ظروف شش خانه‌ای کشت قرار گرفتند. در هر خانه میزان ۴ میلی لیتر محیط کشت DMEM با ۱۵ درصد FBS و ۵۰ میکرو لیتر آنتی بیوتیک پنی‌سیلین/ استرپتومایسین ریخته شد. سپس نمونه‌ها په انکوباتور ۳۷ درجه سانتی گراد با  $CO_2$  ۵ درصد منتقل گردید.

به منظور بررسی مهاجرت سلول‌ها از حلقه‌ی بلاستمایی به داربست، تا ۲۵ روز کشت ادامه یافت. طی روزهای مختلف (۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵) نمونه‌های کشت یافته به منظور مطالعات بافت شناسی برداشته شده، در محلول بوئن فیکس و پاساز بافت مطابق روش معمول انجام شد. به منظور مشاهده رفتار سلول‌های مهاجر از بلاستما به درون داربست از رنگ آمیزی هماتوکسیلین- اوزین و پیکروفوشنین استفاده شد.

## نتایج

### نتایج سلول زدایی

باft لثه کامی سلول زدایی شده با SDS ۰/۱ درصد تا حدی شدت رنگ پذیری ماتریکس نسبت به نمونه‌های کنترل کاهش پیدا کرده بود (شکل ۱) و لایه اپی تلیوم همچون یک لایه تور مانند با حفظ اتصالات بین سلولی که فاقد هسته و مواد سیتوپلاسمی بوده کاملاً به لایه بازال و بافت همبند متصل باقی مانده بود (شکل ۲، A و B). در غلظت ۰/۲۵ درصد SDS، جدا شدن اپی تلیوم از بافت همبند و لایه بازال در برخی نواحی قابل


ساله، فاقد بیماری‌های سیستمیک و غیر سیگاری بودند. نمونه‌ها پس از انتقال به آزمایشگاه به قطعات یکسان برش داده شدند. نمونه‌های حاصل توسط سرم فیزیولوژی شستشو و حدود یک هفته در فریزر در دمای -۴ درجه سانتی گراد نگهداری شدند. جهت فریز کردن آنی، نمونه‌ها درون کراپوتیوب‌های ۲ میلی لیتری قرار گرفته و بمدت ۲ دقیقه وارد ازت مایع با دمای ۱۹۶ درجه سانتی گراد گردیدند. سپس برای ذوب شدن سریع به مدت ۵ دقیقه نمونه‌ها در آب مقطر با دمای ۲۷ درجه سانتی گراد وارد شدند. این فرایند، ۶ بار تکرار شد و بعد از آن نمونه‌ها برای شستشو به مدت یک ساعت در محلول phosphate-buffered saline قرار گرفتند و در طی این مدت به آرامی مخلوط شدند. بعد از آن به منظور خروج هسته‌ها، بقایای سلولی و همچنین شوینده‌ها از بافت، نمونه‌ها به مدت ۲ ساعت در PBS قرار گرفته، و سپس چندین مرحله با آب مقطر شستشو داده شد. جهت فیکس کردن نمونه‌ها از محلول بوئن استفاده گردید (برای ساخت این محلول مقدار ۷۵ میلی لیتر اسید پیکریک اشبع با ۲۵ میلی لیتر فرمالین ۳٪ درصد و ۵ میلی لیتر اسید استیک گلاسیال مخلوط شد). بعد از انجام مراحل آبگیری، پارافین دهی و قالب گیری، مقاطع پارافینی از بافت‌های سلول زدایی شده در هر گروه تهیه و به منظور بررسی موقفيت سلول زدایی، از رنگ آمیزی‌های هماتوکسیلین- اوزین و پیکروفوشنین استفاده شد. برای شمارش سلول‌هایی که در فرایند سلول زدایی از بین نرفته و در ماتریکس حضور دارند، از هر کدام از گروه‌های که با درصد متفاوتی از SDS سلول زدایی شده اند به طور تصادفی ۲۰ مقطع بافتی انتخاب و با استفاده از عدسی مدرج میکروسکوپ نوری و با درشت نمایی ۴۰X شمارش شد. جهت تعیین اختلاف معنی دار، با استفاده از نرم افزار آماری Minitab ویرایش ۱۶ و آنالیز Tukey ANOVA تست Excel انجام گرفت و نمودار با استفاده از نرم افزار رسم گردید.

از نظر آماری مقادیر ( $P < 0.05$ ) معنی دار در نظر گرفته شد. **کشت بافت:** جهت کشت، از نمونه‌های سلول زدایی شده با غلظت ۱ درصد SDS که به طور کامل سلول سلول زدایی شده بودند استفاده شد. بعد از سلول زدایی، نمونه‌ها به مدت نیم ساعت در الكل ۷۰ درجه و به مدت یک ساعت در PBS استریل قرار داده شدند. در آخرین مرحله نمونه‌ها به مدت ۲۴ ساعت در محیط DMEM (Dulbecco's modified Eagle medium) FBS همراه با ۱۵ درصد سرم جنینی گاوی (Fetal bovine serum, biosera) سانتی گراد با  $CO_2$  ۵ درصد نگهداری شدند.


### نتایج کشت بافت

رفتار سلول های بافت بلاستما در داربست سه بعدی لثه کامی در شرایط *in vitro* بعد از ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ روز بررسی شد. نتایج هیستولوژیک نشان داد که ۵ روز پس از کشت هیچ سلول بلاستمایی به داربست نفوذ نکرده بود. مهاجرت سلول های بلاستما از روز ۱۰ در ماتریکس مشاهده شد و در روزهای ۱۵ و ۲۰ و ۲۵ به ترتیب سلول های بیشتری در ماتریکس نفوذ کرده بود. از روز ۱۵ به بعد تمایز سلول ها به شبیه فیبروبلاست مشاهده شد (شکل ۴).


مشاهده بود (شکل ۲، C، D). در غلظت ۰/۵ درصد لایه اپی تلیوم حذف ولی بازال باقی مانده بود. از تغییرات واضح در بافت همبند می توان به تخریب الیاف کلارن اشاره نمود که باعث ایجاد تخلخل در ماتریکس شده بود (شکل ۲، E و F). در غلظت ۰/۷۵ درصد SDS لایه بازال در اغلب نواحی حذف شده بود و تخلخل ماتریکس نیز افزایش یافته بود (شکل ۲، G و H). در نهایت در غلظت ۱ درصد SDS چهارچوب اپی تلیوم و لایه SDS بازال کاملاً حذف شده بود (شکل ۳). با کاهش غلظت SDS احتمال حضور سلول ها در داربست افزایش می یابد (نمودار ۱).

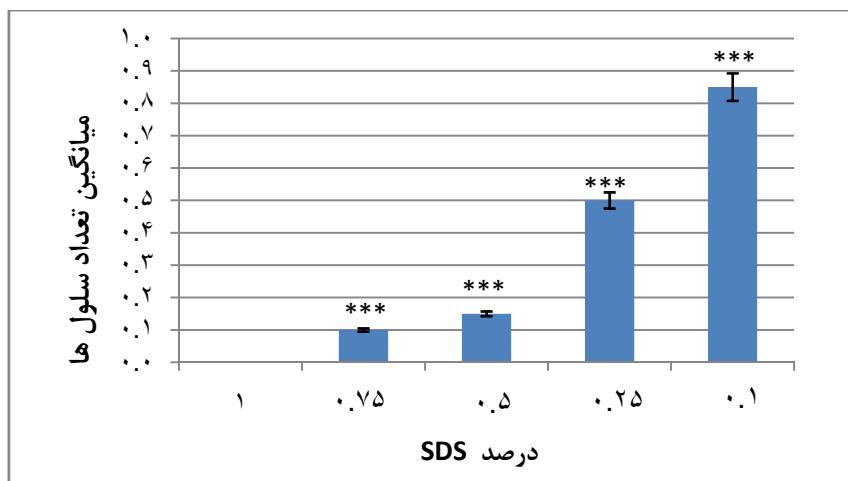


نمودار ۱: میانگین تعداد سلول ها در داربست های سلول زدایی شده با درصد های متفاوتی از سدیم دودسیل سولفات (SDS) میانگین ها به صورت نمایش داده شدند ( $P=0.001$ ).  $Mean \pm SEM$  \*\*\*نسبت به غلظت ادرصد.

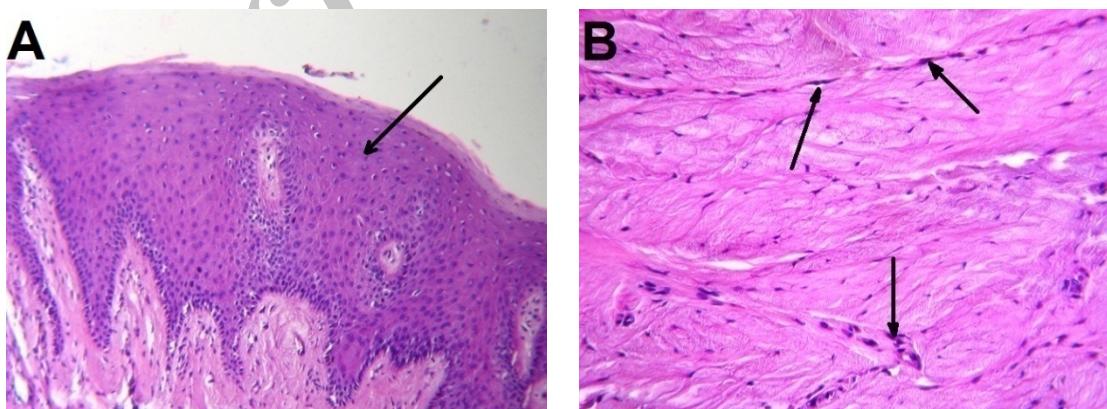


شکل ۱: نمونه های بافت لثه کامی کنترل. (A) فلشن نشان دهنده اپی تلیوم کراتینیزه. (بزرگ نمایی  $100\times$ ). (B) بافت همبند. فلشن ها نشان دهنده فیبروبلاست ها می باشد (بزرگ نمایی  $400\times$ ). رنگ آمیزی هماتوکسیلین - انوزین.

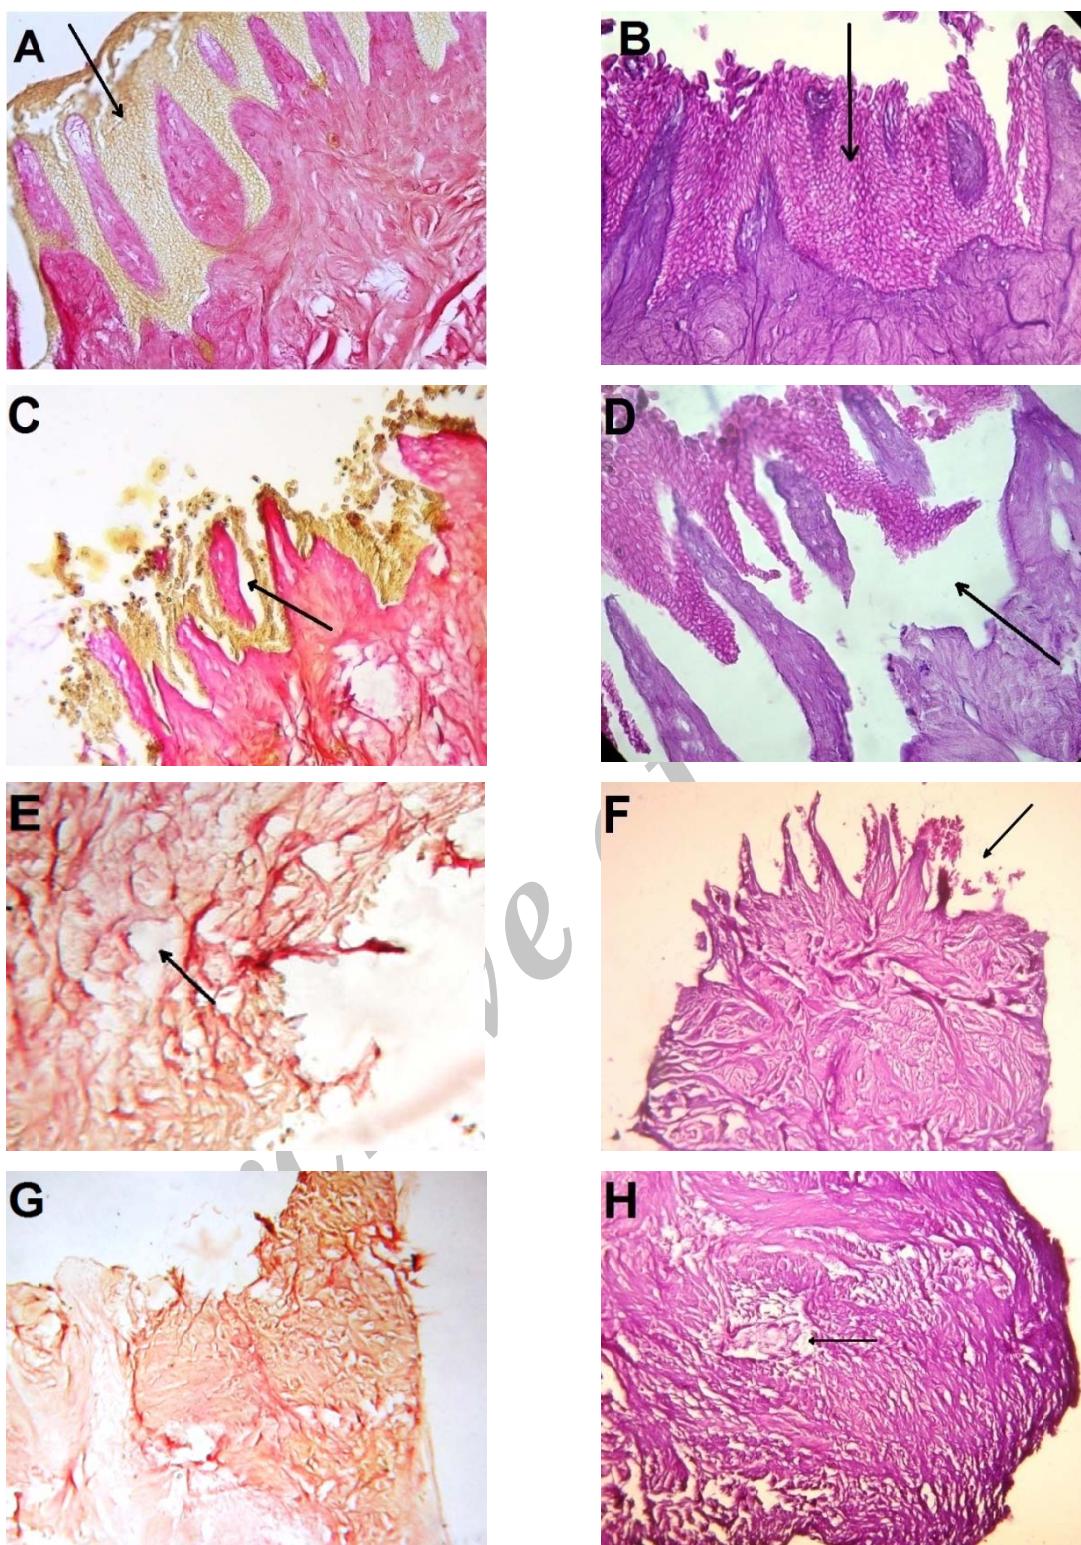

شکل ۳: بافت سلول زدایی شده لثه کامی در غلظت های مختلف سدیم دودسیل سولفات (SDS). (A-B) غلظت ۱٪ درصد، فلش ها نشان دهنده لایه اپیتلیوم بوده که به بافت همبند متصل هستند. (C-D) غلظت ۲۵٪ درصد، فلش ها نشان دهنده جدا شدن اپیتلیوم از بافت همبند می باشند. (E-F) غلظت ۵٪ درصد، تخریب الیاف کلاژن و در شکل E بقایای اپیتلیوم بر روی بافت همبند را نشان می دهند. (G-H) غلظت ۷۵٪ درصد، فلش ها نشان دهنده تخلخل ماتریکس می باشند. (A, C, E, G) رنگ آمیزی پیکر و قوشین جهت نشان دادن رشته های کلاژن (HF). (B, D, F, H) رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائزین (بزرگ نمایی  $\times 400$ ).

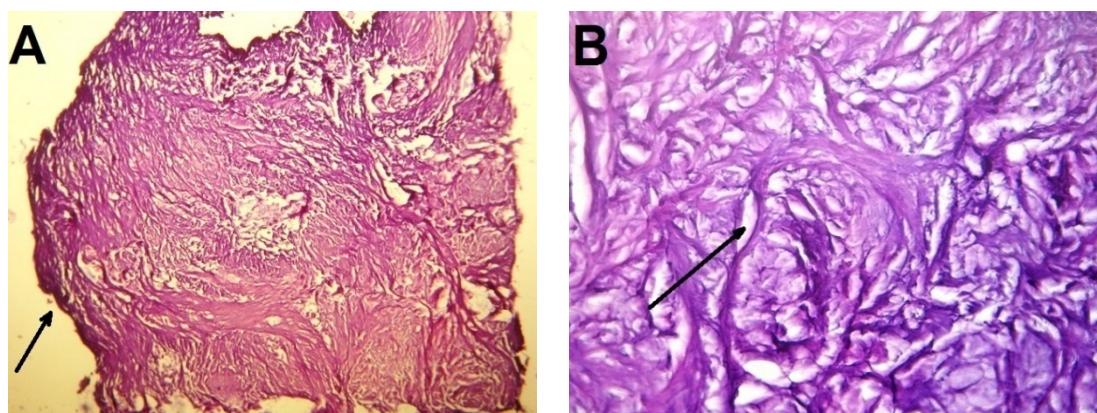

شکل ۳: بافت سلول زدایی شده لثه کامی با غلظت ۱ درصد (A) فلاش نشان دهنده از بین رفتن اپی تلیوم به طور کامل است (بزرگ نمایی  $100\times$ ). (B) بافت همبند که به طور کامل سلول زدایی شده. فلاش نشان دهنده تخلخل به وجود آمده در ماتریکس است (بزرگ نمایی  $400\times$ ). رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین.

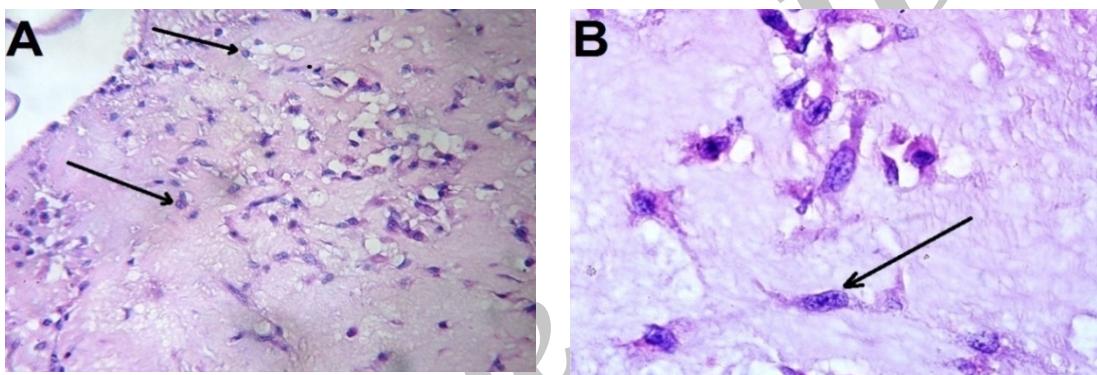

شکل ۴: مطالعه برهمکنش بین بافت بلاستما و داربست لثه کامی در روز ۲۵ پس از کشت. (A) نمای کلی از داربست و سلول‌های بلاستمایی نفوذ یافته به داخل داربست که توسط فلاش‌ها نشان داده شده‌اند. (بزرگ نمایی  $400\times$ ). (B) سلول‌های نفوذ یافته و تمایز آنها به سلول‌های شبه فیبروبلاست (بزرگ نمایی  $1000\times$ ) رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین.

طبق نتایج، کاهش غلظت SDS به طور معنی داری باعث کاهش سلول زدایی بافت لثه کامی شد که این کاهش غلظت، تغییرات هیستولوژیکی متفاوتی را به دنبال داشت. یکی از موارد مهم در سلول زدایی، راندمان حذف سلول از بافت می باشد که وابسته به نوع بافت و روش‌های فیزیکی، شیمیایی و آنزیماتیک به کار گرفته شده می باشد. هر یک از این روش‌ها در فرایند سلول زدایی روی ترکیبات بیوشیمیایی داربست تاثیر دارند (۶). با توجه به نحوه عمل درترنجت‌های یونی از قبیل SDS در حل کردن سلول و غشای هسته و همچنین حفظ ماهیت پروتئین‌های سیتوپلاسمی، این نوع درترنجت‌ها تاثیر کارآمدی در سلول زدایی بافت‌ها دارند. علاوه بر آن با توجه به تأثیر میزان غلظت این مواد در ایجاد سمیت و همچنین آسیب‌هایی که به کلازن وارد می کنند، غلظت‌های استفاده شده از این نوع درترنجت‌ها نیز بسیار مهم و ضروری می باشد (۱۴، ۱۵، ۱۶). از این رو در این تحقیق غلظت‌های متفاوتی از SDS را برای ایجاد یک داربست مطلوب مورد آزمایش قرار گرفت. Schaner و همکاران

## بحث

فرایندهای ریخت زایی و اندام زایی، تحت کنترل کمپلکسی از مکانیسم‌های تنظیمی هستند که تعیین کننده ویژگی‌های سلول‌ها و بافت‌های مختلف، به سمت سازمان یابی صحیح در بافت و یا اندام می باشد. مولکول‌های تنظیم کننده این مکانیسم‌های تنظیمی هم مواد قابل انتشاری هستند که توسط رسپتورهای سطح سلولی ویژه شناسایی می شوند و هم اجزای ماتریکس خارج سلولی‌اند که اعمال متقابل سلول-سلول و سلول-ماتریکس را تنظیم می کنند و رفتار سلول و بافت مورد نظر را تعیین می نمایند (۱۳). در این پژوهش ابتدا با عملیات سلول زدایی، داربستی مشتق شده از ECM لثه کامی به دست آمد که از دو روش فیزیکی و شیمیایی برای این کار استفاده شد. در روش فیزیکی از انجماد آهسته و سریع استفاده شد و استدلال این کار این بود که تشکیل کریستال‌های یخ می تواند به تخربی غشاء کمک کند. همچنین در مرحله شیمیایی سلول زدایی از SDS به عنوان ماده سلول زدا استفاده گردید.

موجب تشکیل بافت‌ها و ارگان‌های مختلفی از قبیل، پر، پولک، دندان‌ها، اپی درمیس، کبد، غدد بزاقی و مخاط دهان می‌گردد. مشخص شده است که بافت همبند در زیر اپی تلیوم باعث تمایز اپی تلیوم پوشاننده می‌گردد (۲۱). در واقع تفاوت سلولی یک اپی تلیوم کراتینیزه با غیر کراتینیزه در تنوع سایتوکراتین‌های موجود در لثه است که کراتینیزه شدن را به همراه خواهد داشت. با توجه به مطالعه عنوان شده می‌توان گفت که تفاوت در بافت همبند زیرین می‌تواند تنوع در سایتوکراتین‌ها را باعث گردد (۲۲). پس ماتریکس خارج سلولی بافت همبند که توسط فرایند سلول زدایی بدست می‌آید می‌تواند در جهت ایجاد داربست‌های مناسب برای تحقیقات مهندسی بافت مورد استفاده قرار بگیرد. Ott و همکارانش (۲۳) با بکار بردن قلب‌های گرفته شده از موش و بکار بستن تکنیک سلول زدایی کامل از اندام بر روی آنها و نهایتاً تزریق ترکیبی از سلول‌های زنده به این اندامها، موفق به تولید بافت فعال قلبی شده‌اند. Guo-feng و همکارانش (۲۴) توسط آنزیم‌های تربیسین و ربیونوکلئاز، آئورت جنین خوک را سلول زدایی کرده‌اند که نتیجه آن تولید داربستی جهت مهندسی بافت رگی بود. نتایج آنها نشان داد که سلول‌های اندوتیالی چسبندگی و تکثیر خود را بر روی این داربست بخوبی حفظ می‌کنند. Long و همکاران (۲۵) دریچه قلب خوکی را با غلظت‌های مختلف تربیسین و سپس DNase تیمار کردند. این دریچه با استفاده از میکروسکوپ نوری، SEM و TEM مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن تولید یک داربست فاقد سلول بود. بعد از این سلول‌های اندوتیال خوکی و انسانی و همچنین میوفیبروبلاست‌های سگی به روی این داربست اضافه شد. آنالیز‌های میکروسکوپ الکترونی و رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین و ایمنوهیستوشیمی نشان داد که این سلول‌ها به سطح و درون این داربست نفوذ کرده و شروع به رشد و تکثیر نموده‌اند.

در حالت طبیعی بعد از پانچ گوش خرگوش، رشد اپی تلیوم گوش خرگوش نژاد نیوزلندي به صورت رشد به طرف مرکز می‌باشد و این باعث ترمیم سوراخ ایجاد شده در گوش خرگوش در شرایط *in vivo* می‌گردد. در اینجا از این خاصیت گوش خرگوش استفاده شد و بعد از قرار دادن حلقه بلاستمایی در مجاورت داربست، برهمکنش آن در روزهای مختلف بررسی گردید (۲۶). توسلی و همکاران (۲۷) با کشت بافت بلاستما در کنار ماتریکس خارج سلولی استخوان اسفنجی و غضروف مفصلی نشان دادند که کشت بافت بلاستما که دارای سلول‌های پویایی است، در کنار داربست مشتق شده از ماتریکس خارج سلولی که ویژگی سه بعدی دارد می‌تواند مدل مناسبی جهت بررسی رفتارهایی همچون قطبیت و حرکت سلولی در شرایط *in vitro* باشد.

(۱۷) با استفاده از SDS با غلظت ۰/۱ درصد، بافت دیواره رگ را به میزان ۹۶ درصد سلول زدایی کردن و توسط میکروسکوپ الکترونی و مطالعات ایمنوهیستوشیمی، ثابت کردن که در این غلظت SDS، ماتریکس خارج سلولی و ساختار غشاً پایه حفظ شده و بافت مقاومت کافی را برای پیوند و استفاده در مطالعات مهندسی بافت دارا می‌باشد. بافت همبند لثه که دارای مقادیر زیادی کلژن نوع I و III می‌باشد، بخش اصلی داربست را تشکیل داده است و از آنجا که تراکم کلژن بر روی رفتارهای سلولی موثر می‌باشد، حفظ آن پس از فرایند سلول زدایی حائز اهمیت است. همچنین حفظ غشاء پایه و اپی تلیوم در تهیه داربست از نکات جالب توجه می‌باشد زیرا می‌تواند تاثیر مهمی بر روی رفتارهای سلولی از جمله مهاجرت و تمایز سلول‌ها به کراتینوسيت‌ها داشته باشد (۱۸). همانطور که در قسمت نتایج اشاره شد کاهش غلظت SDS به پایین تر از ۰/۵ درصد تفاوت‌های قابل ملاحظه ای نسبت به غلظت‌های بالاتر نشان می‌دهد. نخستین تفاوت میزان تخلخل کمتر داربست و به هم پیوستگی بافت همبند بود. دومین تفاوت حفظ ساختار اپی تلیوم بر روی بافت همبند بود که با توجه به تخریب هسته و اجزای سلولی اپی تلیوم به شکل یک توری خالی از سلول باقی مانده بود. همچنین این نکته قابل ذکر است که در داربست‌هایی که با غلظت پایین تر سلول زدایی شدن احتمال حضور سلول‌ها نیز افزایش می‌یابد که این خود از موانع و مشکلات در جهت تهیه داربست مطلوب می‌باشد. به نظر می‌رسد با توجه به حفظ ساختار اپی تلیوم، غشاء پایه نیز حفظ شده باشد اما این امر نیازمند بررسی با مطالعات ایمنوهیستوشیمی و رنگ آمیزی‌های اختصاصی می‌باشد تا نتایج رضایت‌بخشی را به همراه داشته باشد.

با این توضیح چرا داربست‌های زیستی که از ماتریکس خارج سلولی تشکیل شده اند برای کاربردهای پژوهشی ترمیمی و جایگزینی بافت‌ها یا ارگان‌ها مناسب هستند؟ مطالعات نشان داده است که ECM شامل اجزای ساختاری مانند انواع کلژن، گلیکوپروتئین‌ها، اسیدهیالورونیک، گلیکوزامین گلیکان‌ها، رتیکولین و الاستین است که جهت اتصال ECM با گیرنده‌های سلولی مناسب هستند. در واقع نمایان گر محصولات ترشح شده از سلول‌های مستقر در هر بافت یا ارگان می‌باشد (۲۰). Karring و همکارانش (۱۹) در مطالعه ای که بر روی هفت میمون با پیوندهای خاصی که در ناحیه حفره دهانی انجام داده بودند با در نظر گرفتن کراتینیزه شدن اپی تلیوم غیر کراتینیزه توسط بافت همبند، مشخص گردید که بافت همبند در زیر اپی تلیوم باعث تمایز اپی تلیوم پوشاننده می‌گردد. اثرات مقابله بافت‌های Epithelio-Mesenchymal در دوران جنینی

## منابع

1. Ennett AB, Mooney DJ. Tissue engineering strategies for *in vivo* neovascularisation. *Expert. Opin. Biol. Ther.* 2002; 2:805–818.
2. Langer R, Vacanti JP. Tissue engineering. *Science*. 1993; 260: 920-926.
3. Koh CJ, Atala A. Tissue engineering, stem cells and cloning: opportunities for regenerative medicine. *Journal of American Society of Nephrology*. 2004; 15: 1113-1125.
4. Cao Y, Lees J. Scaffolds, stem cells and tissue engineering: A potent combination. *Australian Journal of Chemistry*. 2005; 58(10): 691-703.
5. Ranjna C, Aroop K. Comprehension of ECM-Cell dynamics: A prerequisite for tissue regeneration. *Biotechnology Advances*. 2010; 28: 764–769.
6. Gilbert TW, Sellaro TL, Badylak SF. Decellularization of tissues and organs. *Biomaterials*. 2006; 27: 3675–3683.
7. Yoshito Ikada. Challenges in tissue engineering: *J. R. Soc. Interface*. 2006;3(10): 589–601.
8. Darnell Kaigler, David Mooney. Tissue Engineering's Impact on Dentistry. *Journal of dental education*. 2001; 65: 691-703.
9. Gronthos S, Mankani M, Brahim J, Robey PG, Shi S. Postnatal human dental pulp stem cells (DPSCs) in vitro and *in vivo*. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2000; 97: 13625–13630.
10. Thibodeau B, Teixira F, Yamauchi M, Caplan D, Trope M. Pulp revascularization of immature dog teeth with apical periodontitis. *J Endod*. 2007; 33: 68-90.
11. Feng Z, Yamato M, Akutsu, Nakamura T, Okano T, Umez M. Investigation on the mechanical properties of contracted collagen gels as a scaffold for tissue engineering. *Artificial Organs*. 2003; 27: 84–90.
12. Paul GJ, Gerjo JVM, Carel DA, Henriette L. A new *in vivo* model for testing cartilage grafts and biomaterials: the rabbit pinna punch-hole model. *Biomaterials*. 2001; 22: 1407-1414.
13. Brown B, Lindberg K, Reing J, Stoltz DB, Badylak SF. The basement membrane component of biologic scaffolds derived from extracellular matrix. *Tissue Eng* 2006; 12(3): 519–526.
14. Alhamdani MS, Schroder C, Werner J, Giese N, Bauer A, et.al. Singlestep procedure for the isolation of proteins at near-native conditions from mammalian tissue for proteomic analysis on antibody microarrays. *J Proteome Res* 2010; 9(2): 963-971.
15. Reing JE, Brown BN, Daly KA, Freund JM, Gilbert TW, Hsiong SX, et al. The effects of processing methods upon mechanical and biologic properties of porcine dermal extracellular matrix scaffolds. *Biomaterials* 2010; 31(33): 8626-8633.
16. Yang B, Zhang Y, Zhou L, Sun Z, Zheng J, Chen Y, et al. Development of a porcine bladder

مطالعه در روز پنجم بعد از کشت نشان داد که هیچ سلولی به درون داربست مهاجرت نکرده است. مهاجرت سلول های بلاستمایی از روز پانزدهم بعد از کشت آغاز شد و اوج نفوذ سلول ها به درون داربست در روز بیست و پنجم مشاهده شد. در این روز تغییر شکل سلول های بافت بلاستما و کشیده شدن این سلول ها را می توان مشاهده کرد.

Yamada K و همکارانش (۲۸) با کشت فیبروبلاست های لثه بر روی اسفنج هایی از کلائز نوترکیب تیپ I و III انسانی کشت دادند و این اسفنج را در محیط کشت قرار داده، تکثیر فیبروبلاست ها پس از چند روز در داربست محتوی کلائز تیپ III نسبت به نوع I بیشتر بود و نشان دادند که این لثه تشکیل شده در محیط کشت به دلیل تکثیر خوب سلولی و آزاد شدن فاکتور رشد مشتق شده از اندوتلیال رگی در محیط کشت می تواند در درمان کلینیکی برای بیماریهای لثه استفاده شود. با توجه به این که بافت لثه کامی شامل مقادیر بالایی کلائز نوع I و III می باشد در نتیجه می تواند عاملی برای القاء تمایز سلول های بافت بلاستما به سمت فیبروبلاست باشد.

## نتیجه گیری

نتایج ما در بخش اول این پژوهش یعنی سلول زدایی از بافت لثه کامی انسان و تشکیل یک داربست سه بعدی از ECM این بافت نشان داد که غلظت های متفاوتی از ترجننت یونی SDS که به طور گسترده در فرایندهای سلول زدایی مورد استفاده قرار می گیرد، نتایج متفاوتی را در پی دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد امکان تهیه یک داربست طبیعی از بافت لثه کامی به وسیله تیمار با SDS وجود دارد. ما در قسمت پایانی این آزمایش جهت تست داربست، از سلول های شبه جنینی بافت بلاستما لاله گوش خرگوش نر نیوزلندری برای کشت در داربست سه بعدی تهیه شده با غلظت ۱ درصد که به طور کامل سلول زدایی شده بود استفاده کردیم تا تاثیرات ماتریکس خارج سلولی را بر روی این سلول های تمایز نیافرته مشاهده کنیم. نتایج اولیه و بررسی های هیستولوژیکی نشان داد که داربست های سلول زدایی شده لثه کامی می تواند مدل سه بعدی مناسبی برای حرکت، تمایز، چسبندگی و مهاجرت سلول ها باشد.

## تشکر و قدردانی

مراقب سپاس بی پایان خود را از تمامی اساتید بزرگوارم ابراز داشته و همچنین از مدیریت محترم گروه زیست شناسی و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد مشهد که تامین کننده بخشی از هزینه های مالی پایان نامه ام بودند تشکر می نمایم.

- acellular matrix with well-preserved extracellular bioactive factors for tissue engineering. *Tissue Eng Part C Methods.* 2010; 16(5): 1201-1211.
17. Schaner PJ, Martin ND, Tulenko TN, Shapiro IM, et.al. Decellularized vein as a potential scaffold for vascular tissue engineering. *Journal of Vascular Surgery.* 2004; 40: 146-153.
  18. Liang R, Woo SL, Nguyen TD, Liu PC, Almarza A. Effects of a bioscaffold on collagen fibrillogenesis in healing medial collateral ligament in rabbits. *J Orthop Res.* 2008; 26(8): 1098-1104.
  19. Bock N, Riminucci A, Dionigi C, Russo A, et.al. A novel route in bone tissue engineering: Magnetic biomimetic scaffolds. *Acta Biomaterialia.* 2010; 6: 786-796.
  20. Karring T, Lang NP, Loe H. Role of connective tissue in determining epithelial Differentiation. *J.Perio.Res.* 1974; 10: 1792-1798.
  21. Ledo Arin, N: An experimental analysis of liver development. *Med.biol.* 1975; 53: 427-432.
  - 22- Mackenzie IC, Fusenig E. Regeneration of organized epithelial structure. *J.Invest. Dermato.* 1983; 81: 1895-1903.
  23. Ott CH, Matthiesen ST, Goh KS, Black DL et.al. Perfusion- decellularized matrix: using nature's platform to engineer a bioartificial heart. *Nature Medicine.* 2008; 14:213-221.
  24. Guo-feng LIU, Zhi-juan HE, Xue-feng HAN, et.al. Decellularized aorta of fetal pigs as a potential scaffold for small diameter tissue engineered vascular graft. *Chinese medical journal.* 2008; 121(15): 1389-1406.
  25. Long L, Wu C , Pan L, Qi X , et.al, Preparation of heart valve scaffold and cell seeding. *Sheng Wu Yi, Xue Gong Cheng Xue Za Zhi.* 2004; 21(4):610-623.
  26. Gardiner, DM, Muneoka K, Bryant SV. The migration of dermal cells during blastema formation in axolotls. *Dev Biol.* 1986; 118(2): 488-493.
  27. Tavassoli A, Shahabipour F, Mahdavi Shahri N, Moghadam Matin M, Fereidoni M. [In vitro experimental study of interaction between blastema tissue and three-dimensional matrix derived from bovine cancellous bone and articular cartilage.] *Journal of Cell & tissue.* 2010; 1(1): 53-62. Persian.
  28. Yamada K, Yamaura J, Katoh M, Hata K, et.al. Fabrication of cultured oral gingiva by tissue engineering techniques without materials of animal origin. *J Periodontol.* 2006; 77(4): 672-677.

## A Case Study of Decellularization of Human Palatal Gingiva Tissue and Preparation Three-Dimensional Model for Use in Primary Research Gingival Tissue Engineering

Cheravi M<sup>1\*</sup>, Mahdavi shahri N<sup>1</sup>, Baharara J<sup>1</sup>, Banihadhem Rad SA<sup>2</sup>, Khayat zadeh J<sup>1</sup>, Nejad shahrokh abady KH<sup>1</sup>, Naderi S<sup>1</sup>

1. Department of Biology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
2. Department of Periodontics, School of Dentistry and Dental Research Center of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

\* Email corresponding author: Mojtaba\_cheravi@yahoo.com

Received: 17 Aug. 2011

Accepted: 8 Nov. 2011

---

### Abstract

**Aim:** The main goal of this research was to prepare a three-dimensional matrix from gingival palate tissues and investigate the possible application of this scaffold in cell culture and tissue engineering.

**Materials and methods:** In order to fabricate the scaffolds, the biopsy samples of human palate gingival tissue were prepared surgically and divided in 5 groups then decellulization of the samples were carried out via physical method (put in nitrogen tanks and rinsing with distilled water) as well as chemical method using different concentrations of SDS (0.1%, 0.25%, 0.5%, 0.75% and 1%). Furthermore to evaluate the scaffold prepared with 1% SDS, embryonic like cells from blastema tissue were seeded on the three-dimensional scaffold.

**Results:** Concentration of SDS below 0.5% caused significant reduction ( $p<0.05$ ) of decellulization of the tissues. Microscopic studies of blastema tissue on the scaffold in different days revealed the penetration, migration, adhesion and differentiation of the cells.

**Conclusion:** This study showed that, it is possible to prepare a natural scaffold from palatal gingiva tissue using SDS treatment. On the other hand, the results of histologic studies showed that the decellulized scaffolds of palatal gingival might be suitable as three-dimensional bioscaffold for movement, adhesion, differentiation and migration of cells. More investigation is needed to determine the identity of the differentiated cells which further it can help to improve our knowledge about cell-matrix interaction.

**Key words:** Blastema tissue, Decellulization, Palate gingiva tissue, Tissue engineering