

## مقایسه فعالیت فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی تولیدی و تجاری جهت حذف رنگ در محیط آبی

رضا درویشی چشم‌های سلطانی<sup>۱</sup>, رضا رضایی<sup>۲</sup>, حسن هاشمی<sup>۳</sup>, مهدی صفری<sup>۴</sup>

### مقاله پژوهشی

#### چکیده

**مقدمه:** هدف از پژوهش حاضر، تولید نانو ذرات اکسید روی و مقایسه فعالیت فتوکاتالیستی آن با نوع تجاری جهت اکسیداسیون فتوکاتالیستی رنگزای متین بلو در محیط آبی بود.

**روش‌ها:** ابتدا نانو ذرات اکسید روی با استفاده از تیمار پراکسید هیدروژن تهیه شد و با استفاده از تثیت حرارتی بر روی سطح شیشه تثیت گردید. شیشه‌های آماده شده در داخل راکتور قرار گرفت. در نهایت، تجزیه فتوکاتالیستی متین بلو در این راکتور با متغیرهای مختلف بررسی شد.

**یافته‌ها:** فرایند فتوکاتالیستی با کاتالیست تولید شده (۹۶/۳۵٪ درصد) در قیاس با کاتالیست تجاري (۸۲/۸۷٪ درصد) جهت حذف رنگزای متین بلو با غلظت ۵ میلی گرم بر لیتر در مدت زمان ۱۲۰ دقیقه راندمان بیشتری داشت. در ادامه، با استفاده از کاتالیست تولید شده، در فواصل ۲/۵ و ۵ سانتیمتر بین لامپ‌های فرابنفش و صفحات شیشه‌ای حاوی کاتالیست، میزان حذف رنگ به ترتیب ۹۶/۳۵٪، ۶۳/۳۴٪ و ۴۵/۳۱٪ درصد بدست آمد.

**نتیجه‌گیری:** کاتالیست نانو ذرات اکسید روی تولید شده می‌تواند به عنوان یک کاتالیست مؤثر جهت فرایندهای فتوکاتالیستی به کار گرفته شود.

**واژه‌های کلیدی:** اکسید روی، نانو کاتالیست، رنگ آزو، پرتو فرابنفش، تثیت

**ارجاع:** درویشی چشم‌های سلطانی رضا، رضایی رضا، هاشمی حسن، صفری مهدی. مقایسه فعالیت فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی تولیدی و تجاری جهت حذف رنگ در محیط آبی. مجله تحقیقات نظام سلامت ۱۲: ۱۳۹۵؛ ۲۸۳-۲۷۸.

پذیرش مقاله: ۱۳۹۴/۸/۱۸

دریافت مقاله: ۱۳۹۴/۱/۲۳

#### مقدمه

حضور ترکیبات رنگی به خصوص رنگ‌های آلی در محیط‌های آبی، به دلیل سمیت و قابلیت تجزیه‌پذیری کم آن‌ها به یکی از مشکلات جدی محیط زیست تبدیل شده است (۱). روش‌های مختلفی نظیر تجزیه بیولوژیک، جذب، روش‌های غشایی، انقاد و لخته‌سازی، روش‌های الکتروشیمیایی و فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته جهت حذف رنگ‌های آلی از محصول‌های آبی مورد استفاده قرار گرفته‌اند (۲).

در دو دهه اخیر، استفاده از کاتالیست در ابعاد نانو جهت تجزیه فتوکاتالیستی آلاینده‌های مختلف به علت خواص فتوکاتالیستی منحصر به فرد این مواد مورد توجه واقع شده است (۳-۵). نانو ذرات به علت اندازه کوچک، خصوصیات نوری و فتوکاتالیستی منحصر به فردی دارد (۶، ۷). امروزه، کاتالیست نانو ذرات اکسید روی به علت مزایای زیاد مورد توجه قرار گرفته است. نانو ذرات اکسید روی جاذب مؤثر پرتو فرابنفش است؛ به نحوی که می‌تواند جهت ارتقای اکسیداسیون فتوکاتالیستی ترکیبات آلی و غیر آلی جایگزین مؤثری جهت دیگر کاتالیست‌ها باشد (۸-۱۱). با این حال، کاربرد نانو ذرات اکسید روی به صورت خالص با محدودیت‌هایی رویه‌رو است که از آن جمله می‌توان به سرعت بالای ترکیب مجدد الکترون - حفره تولیدی در اثر تابش پرتو فرابنفش اشاره کرد که باعث کاهش راندمان تجزیه فتوکاتالیستی آلاینده‌های هدف می‌گردد (۱۲-۱۵). اگرچه کاربرد نانو ذرات به صورت سوسپنسیون باعث

با توجه به موارد عنوان شده در فوق، هدف از مطالعه حاضر، تولید نانو ذرات اکسید روی و تثیت آن‌ها بر روی سطح شیشه و در نهایت، مقایسه فعالیت فتوکاتالیستی نانو ذرات تولیدی با نوع تجاری جهت اکسیداسیون فتوکاتالیستی رنگزای متین بلو به عنوان یک ترکیب آلی شاخص در محیط آبی بود.

۱- استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

۲- استادیار، مرکز تحقیقات بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران


۳- استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

نویسنده مسؤول: مهدی صفری

Email: safari.m.eng@gmail.com

(Philips, Holland) در کمترین میزان باشد (شکل ۱). لامپ‌های فرابنفش مورد استفاده از نوع لامپ‌های UVC کم فشار با پیک شدت تابش در طول موج ۲۵۴ نانومتر بود.

از رنگ متیلن بلو به عنوان ترکیب رنگی پایه چهت مقایسه فعالیت فتوکاتالیستی دو نوع کاتالیست تجاري و تولید شده استفاده شد. مشخصات رنگ‌رای متیلن بلو در جدول ۱ نشان داده شده است. چهت باز چرخش جریان و نیز توزیق محلول حاوی رنگ به درون راکتور در مطالعه جریان پیوسته از یک پمپ پریستالتیک با دقت بالا استفاده شد (Heidolph 5001, Germany).

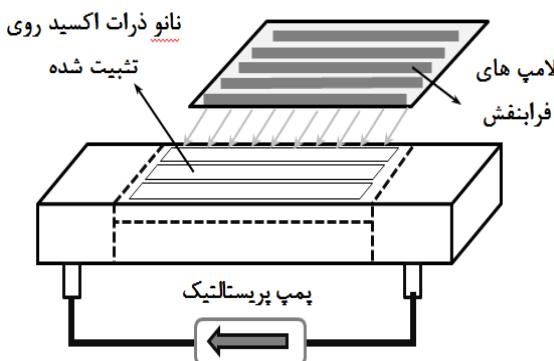

شکل ۱. شماتیک راکتور فتوکاتالیستی حاوی نانو ذرات اکسید روی ثبت شده

### آزمونها

جهت بررسی مورفولوژی سطح کاتالیست نانو ذرات اکسید روی تولیدی، از میکروسکوپ الکترونی روشنی (Scanning electron microscopy) (XL 30, the Netherlands) استفاده شد (XL 30, the Netherlands). علاوه بر این، چهت پی بردن به خلوص نانو ذرات و حضور احتمالی دیگر عناصر در ترکیب کاتالیست از میکروآنالیز اشعه ایکس متفرق کننده انرژی (Energy dispersive X-ray microanalysis) (Unico 2100) در طول موج ۶۰۰ نانومتر اندازه گیری گردید. چهت بررسی معدنی‌سازی رنگ طی حذف فتوکاتالیستی از آنالیز اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (Chemical oxygen demand COD) بر اساس آزمایش‌های استاندارد آب و فاضلاب استفاده شد.

جدول ۱. مشخصات رنگ‌رای متیلن بلو مورد استفاده

ساختار	فرمول	حداکثر طول موج جذبی (نانومتر)	جرم مولکولی (گرم بر مول)
	C <sub>16</sub> H <sub>18</sub> N <sub>3</sub> SCl	۳۱۹/۸۵	۶۶.


### روش‌ها

مواد آزمایشگاهی مورد استفاده در پژوهش با درجه آزمایشگاهی از شرکت مرک آلمان و نیز رنگ‌رای متیلن بلو از همان شرکت تهیه شد. چهت تنظیم pH اولیه نیز از اسید کلریدریک و سود یک‌دهم مولار استفاده شد. چهت تهیه نانو ذرات اکسید روی، در ابتدا ۳/۶ گرم نیترات آمونیوم در ۴۰ میلی‌لیتر آب بدون یون حل شد. سپس ۰/۹ میلی‌لیتر آمونیاک به محلول فوق اضافه شد. ۱۰ میلی‌لیتر نیترات روی در حالت اختلاط و در دمای اتاق به مدت ۳ ساعت بر روی محلول چکانده شد. پس از نگهداری محلول حاصل به مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق، ۴۰ میلی‌لیتر محلول آب اکسیژن (۷/۵ درصد) به مدت ۳ ساعت در دور تند به آن افزوده شد. روسوب تولید شده پس از فیلتراسیون با آب بدون یون شسته شد. در نهایت، پودر حاصل به مدت ۳ ساعت در اون خشک شده و چهت به دست آوردن کاتالیست نهایی در دمای ۴۰۰°C به مدت ۴ ساعت حرارت داده شد (۲۲).

نانو ذرات اکسید روی تولیدی در مرحله قبل با استفاده از روش ثبت حرارتی بر روی سطح شیشه ثبت شد (۲۱). در این الگو چهت ثبت مناسب نانو ذرات بر روی سطح شیشه‌هایی با ابعاد ۳×۲۰ سانتی‌متر، سطح شیشه‌ها با استفاده از هیدروکسید سدیم غلیظ با درجه‌بندی صنعتی (۵۰ درصد) چهت اتصال مستحکم شیمیایی نانو ذرات اکسید روی بر روی سطح شیشه باندده‌ی شد. استفاده از هیدروکسید سدیم غلیظ باعث افزایش گروه‌های هیدروکسیل بر روی سطح شیشه شده و پیوند کووالانسی و یا هیدروژنی با سطح شیشه شده و پیوند کووالانسی و یا هیدروژنی (۲۳). در ابتدا سوسپانسیون ۳ درصد از نانو ذرات تولیدی تهیه شد، سپس نانو ذرات تولیدی با استفاده از یک همزن مغناطیسی (Heidolph MR 3001, Germany) با سرعت ۳۰۰ دور در دقیقه به مدت ۶۰ دقیقه همزده شد. پس از آن، سوسپانسیون حاصل با استفاده از حمام التراسونیک (Starsonic 18-35, Liarre, Italy) با فرکانس ۳۰ کیلو هرتز به مدت ۹۰ دقیقه چهت جدا شدن نانو ذرات تجمع یافته و رسیدن به محیطی هموژن سونیکه شد. سطح شیشه‌ها با سوسپانسیون تولیدی پوشانده گردید و در دمای ۹۰ درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت خشک شد. در نهایت، در میان ۴۵ درجه سانتیگراد به مدت ۳ ساعت در یک کوره الکتریکی (Exciton Co., Iran) کلسانیه شد. میزان کاتالیست قرار گرفته بر روی سطح شیشه‌ها با استفاده از اختلاف وزن شیشه‌ها قبل و بعد از قرار گرفتن کاتالیست تعیین گردید. با این روش میزان کاتالیست قرار گرفته بر روی سطح شیشه ۰/۱۷ میلی‌گرم بر سانتی‌متر مربع تخمین زده شد.

در مطالعه حاضر از یک راکتور مکعب مستطیل استفاده شده؛ به نحوی که صفحات شیشه‌ای حاوی نانو ذرات اکسید روی ثبت شده در سطح بالای راکتور قرار گرفت تا فاصله صفحات شیشه‌ای از ۵ عدد لامپ فرابنفش ۶ وات


بلو، این میزان حذف COD مقدار قابل توجهی است که بیانگر کارایی به نسبت بالای فرایند فتوکاتالیستی حاوی کاتالیست نانو اکسید روی سنتز شده جهت معادنی سازی ترکیبات رنگی می باشد.

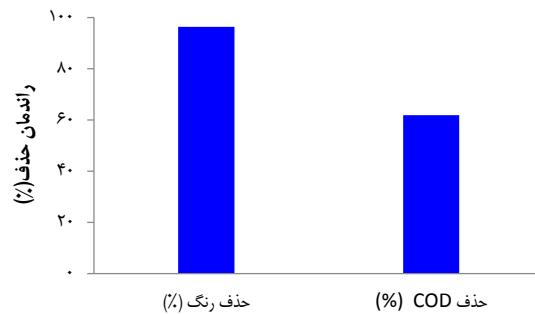

شکل ۳. مقایسه فعالیت فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی تولیدی و نانو ذرات اکسید روی تجاری جهت حذف رنگزای متیلن بلو و میزان حذف Chemical oxygen demand (COD) طی فرایند

#### فتوکاتالیستی با نانو ذرات تولید شده

در شکل ۴، تأثیر فاصله لامپها بر راندمان حذف فتوکاتالیستی رنگزای متیلن بلو نشان داده شده است. با افزایش فاصله لامپها از سطح کاتالیست راندمان حذف فتوکاتالیستی ماده رنگزای کاهش می یابد، در مدت زمان ۱۲۰ دقیقه، راندمان حذف ماده رنگزای با نظر گرفتن فواصل ۲، ۴ و ۵ سانتی متر به ترتیب ۶۳/۳۴، ۹۶/۳۵ و ۴۵/۳۱ درصد به دست آمد.

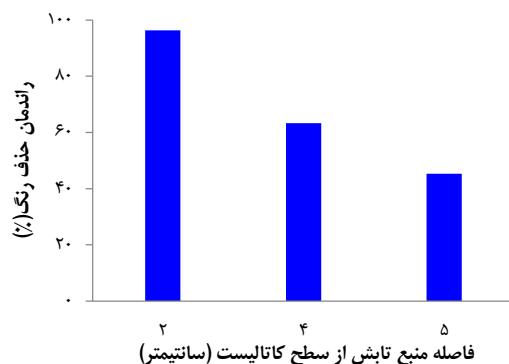



شکل ۴. تأثیر فاصله منبع تابش بر روی راندمان حذف فتوکاتالیستی رنگزای متیلن بلو با استفاده از کاتالیست نانو ذرات اکسید روی تولیدی

جهت بررسی تأثیر زمان ماند هیدرولیکی بر عملکرد فرایند، تعییرات زمان ماند هیدرولیکی بین ۱۰ و ۹۰ دقیقه در نظر گرفته شد. افزون بر این، غلظت رنگ متیلن بلو، فاصله لامپها تا سطح کاتالیست و pH به ترتیب ۵ میلی گرم بر لیتر، ۲ سانتیمتر و ۷ در نظر گرفته شد. همان طور که در شکل ۵ قابل ملاحظه است، با افزایش زمان ماند هیدرولیکی (کاهش دبی جریان ورودی) از

#### یافته‌ها


شکل ۱-۲ ساختار سطحی نانو ذرات اکسید روی تولید شده را نشان می دهد. این ساختار که بیانگر عدم تجمع نانو ذرات به دست آمده است و گویای مطلوبیت کاتالیست به دست آمده جهت را اندازی یک فرایند فتوکاتالیستی با کارایی مطلوب و نرخ پایین ترکیب مجدد الکترون - حفره تولیدی خواهد بود. میکروگراف اشعه ایکس متفرق کننده انرژی نیز خلوص ۱۰۰ درصدی نانو ذرات اکسید روی تولیدی را نشان می دهد (شکل ۲-۲)، حضور پیکهای چندگانه بر روی گراف ایدکس ماهیت اصلی و بکر نانو ذرات اکسید روی حاصل را نشان می دهد.

شکل ۳ مقایسه فعالیت فتوکاتالیستی نانو ذرات تولیدی و نانو ذرات اکسید روی تجاری را نشان می دهد. با توجه به شکل ۳، راندمان حذف رنگزای متیلن بلو توسط نانو ذرات اکسید روی تولید شده طی مدت زمان ۱۲۰ دقیقه ۹۶/۳۵ درصد گزارش شد، حال آن که جهت نانو ذرات تجاری ۸۲/۸۷ درصد به دست آمد.

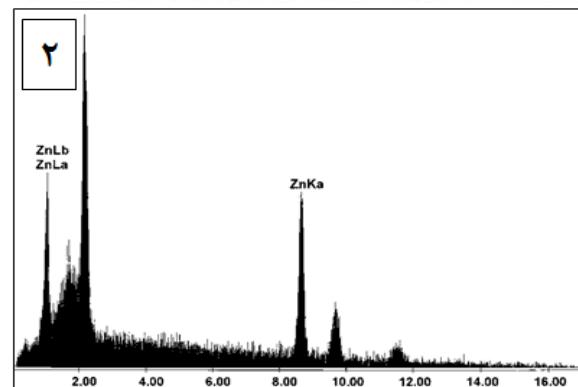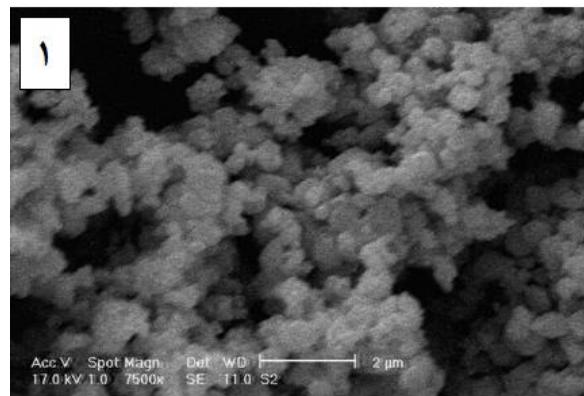

شکل ۲. تصویر میکروسکوپ الکترونی (۱) و میکروگراف ایدکس (۲) به دست آمده از آنالیز نانو ذرات اکسید روی تولیدی

جهت بررسی میزان معادنی سازی ترکیب رنگی طی فرایند فتوکاتالیستی و با استفاده از نانو ذرات اکسید روی تولید شده، ۵ میلی گرم بر لیتر رنگزای متیلن بلو، نرخ بازچرخه ۶۰ دور در دقیقه، زمان ماند ۱۲۰ دقیقه و pH ۷ را در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده که به صورت یک نمودار کوچکتر در شکل ۳ لحاظ شده است، گویای حذف COD طی فرایند فتوکاتالیستی ماده رنگزای ۹۶/۳۵ درصدی رنگزای متیلن



با توجه به روابط فوق، با افزایش فاصله لامپ‌ها، سرعت تحریک فتوکاتالیست جهت تولید الکترون-حفره و متعاقب آن رادیکال هیدروکسیل کاهش می‌یابد. بنابراین، راندمان تجزیه فتوکاتالیستی رنگ کاهش خواهد یافت. کاهش فاصله لامپ‌ها و به تبع آن افزایش شدت تابش، باعث افزایش تولید جفت الکترون-حفره و رادیکال هیدروکسیل بر روی سطح کاتالیست شده که افزایش راندمان حذف فتوکاتالیستی آلاینده هدف را در پی خواهد داشت (۲۵). Laoufi و همکاران در پژوهشی بر روی حذف فتوکاتالیستی ترکیبات مقاوم دارویی با استفاده از کاتالیست دی اکسید تیتانیوم، نشان دادند که با افزایش فاصله لامپ‌های فرابنفش از فتوکاتالیست، راندمان حذف ترکیبات دارویی کاهش می‌یابد. با این وجود، این کاهش راندمان، با افزایش فاصله لامپ‌ها، هیچ‌گاه به کمتر از ۸۰ درصد نرسید (۲۶).

#### بررسی جربان پیوسته

افزایش راندمان حذف با افزایش زمان ماند هیدرولیکی را می‌توان به افزایش زمان مواجهه آلاینده دuff با کاتالیست تحریک شده با پرتو فرابنفش نسبت داد. در راستای نتایج مطالعه حاضر، Meshram و همکاران در مطالعه‌ای بر روی حذف ترکیب آلی فنول با استفاده از نانوکمپوزیت ذرات اکسید روی و بنتونیت، به این نتیجه رسیدند که افزایش نرخ جربان و به تبع آن کاهش زمان ماند باعث کاهش چشمگیر راندمان حذف می‌گردد (۲۷). در مطالعه حاضر، فعالیت فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی تولید شده با استفاده از حذف فتوکاتالیستی رنگرایی متین بلور مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داده که راندمان حذف فتوکاتالیستی رنگرایی متین بلور توسط نانو ذرات تولید شده بیشتر از نانو ذرات تجاری است. همچنین، با افزایش فاصله منبع تابش از سطح کاتالیست، راندمان حذف کاهش یافت که بیانگر اهمیت فاصله منبع تابش و سطح کاتالیست می‌باشد. نتایج به دست آمده، کارایی مطلوب نانو ذرات اکسید روی تولید شده جهت تصفیه پساب رنگی از محلول‌های آبی را نشان داد.


#### تشکر و قدردانی

این پژوهش با حمایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شده است. از این روش، نویسنده‌گان این مقاله از معاونت محترم پژوهشی آن دانشگاه و همکاران اجرایی تشکر می‌نمایند.

#### References

1. Darvishi Cheshmeh Soltani R, Khataee AR, Safari M, Joo SW. Preparation of bio-silica/chitosan nanocomposite for adsorption of a textile dye in aqueous solutions. Int Biodeterior Biodegradation 2013; 85: 383-91.
2. Ullah R, Dutta J. Photocatalytic degradation of organic dyes with manganese-doped ZnO nanoparticles. J Hazard Mater 2008; 156(13): 194-200.
3. Chiu WS, Khiew PS, Cloke M, Isa D, Tan TK, Radiman S, et al. Photocatalytic study of two-dimensional ZnO nanopellets in the decomposition of methylene blue. Chem Eng J 2010; 158(2): 345-52.
4. Hong RY, Li JH, Chen LL, Liu DQ, Li HZ, Zheng Y, et al. Synthesis, surface modification and photocatalytic property of ZnO nanoparticles. Powder Technol 2009; 189(3): 426-32.
5. Shen W, Li Z, Wang H, Liu Y, Guo Q, Zhang Y. Photocatalytic degradation for methylene blue using zinc oxide prepared by codeposition and sol-gel methods. J Hazard Mater 2008; 152(1): 172-5.
6. Jang YJ, Simer C, Ohm T. Comparison of zinc oxide nanoparticles and its nano-crystalline particles on the photocatalytic degradation of methylene blue. Mater Res Bull 2006; 41(1): 67-77.
7. Fatimah I, Wang S, Wulandari D. ZnO/montmorillonite for photocatalytic and photochemical degradation of methylene blue. Appl Clay Sci 2011; 53(4): 553-60.

۱۰ دقیقه به ۹۰ دقیقه، راندمان حذف فتوکاتالیستی رنگ از ۱۵/۴۲ به ۹۱/۴ درصد افزایش یافت.

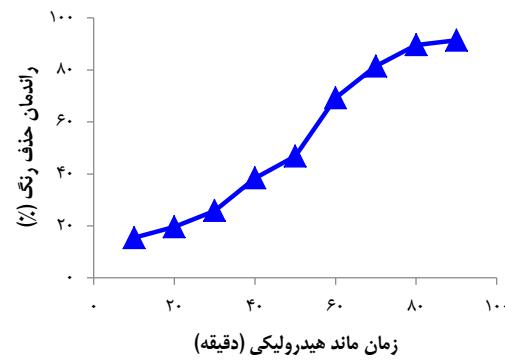


شکل ۵. تأثیر زمان ماند هیدرولیکی بر راندمان حذف فتوکاتالیستی رنگزای متین بلو با استفاده از نانو ذرات اکسید روی تولیدی

#### بحث

افزایش راندمان حذف رنگ با استفاده از نانو ذرات تولیدی را می‌توان به الگوی ساخت این نانو ذرات نسبت داد. دوپه کردن نانو ذرات اکسید روی به وسیله نیتروژن باعث کند شدن ترکیب مجدد الکترون و حفره تولیدی طی فرابنفش فتوکاتالیستی و در نتیجه باعث افزایش راندمان حذف فتوکاتالیستی رنگزای متین بلور می‌گردد. در مطالعه حاضر نیز میزان معدنی شدن رنگرایی متین بلور با استفاده از آزمایش COD مورد پایش واقع شد. در راستای نتایج این مطالعه، Shrivastava و Joshi (۲۸) نتایج مشابهی را در تولیدی از فتوکاتالیستی رنگزای متین بلور با استفاده از نانو ذرات اکسید تیتانیوم، حذف ۸۰ درصدی COD را گزارش نمودند (۲۶).

مکانیسم تولید جفت الکترون-حفره جهت حذف آلاینده هدف در یک فرابنفش فتوکاتالیستی مبتنی بر کاتالیست نانو ذرات اکسید روی با توجه به روابط (۱۰) خواهد بود (۱۱، ۱۰):



8. Zhao B, Wang CL, Chen YW, Chen HL. Synthesis of hierarchy ZnO by a template-free method and its photocatalytic activity. *Mater Chem Phys* 2010; 121(12): 1-5.
9. Akyol A, Bayramoglu M. Photocatalytic performance of ZnO coated tubular reactor. *J Hazard Mater* 2010; 180(1-3): 466-73.
10. Darvishi Cheshmeh Soltani R, Rezaee A, Safari M, Khataee AR, Karimi B. Photocatalytic degradation of formaldehyde in aqueous solution using ZnO nanoparticles immobilized on glass plates. *Desalination Water Treat* 2013; 53(6): 1613-20.
11. Soltani RDC, Rezaee A, Khataee AR, Safari M. Photocatalytic process by immobilized carbon black/ZnO nanocomposite for dye removal from aqueous medium: Optimization by response surface methodology. *J Ind Eng Chem* 2014; 20(4): 1861-8.
12. Anandan S, Vinu A, Mori T, Gokulakrishnan N, Srinivasu P, Murugesan V, et al. Photocatalytic degradation of 2,4,6-trichlorophenol using lanthanum doped ZnO in aqueous suspension. *Catal Commun* 2007; 8(9): 1377-82.
13. Height MJ, Pratsinis SE, Mekasuwandumrong O, Praserthdam P. Ag-ZnO catalysts for UV-photodegradation of methylene blue. *Appl Catal B* 2006; 63(34): 305-12.
14. Mahmood MA, Baruah S, Dutta J. Enhanced visible light photocatalysis by manganese doping or rapid crystallization with ZnO nanoparticles. *Mater Chem Phys* 2011; 130(12): 531-5.
15. Xie W, Li Y, Sun W, Huang J, Xie H, Zhao X. Surface modification of ZnO with Ag improves its photocatalytic efficiency and photostability. *J Photochem Photobiol A Chem* 2010; 216(23): 149-55.
16. Aschberger K, Micheletti C, Sokull-Kluttgen B, Christensen FM. Analysis of currently available data for characterising the risk of engineered nanomaterials to the environment and human health--lessons learned from four case studies. *Environ Int* 2011; 37(6): 1143-56.
17. Peralta-Videa JR, Zhao L, Lopez-Moreno ML, de La Rosa G, Hong J, Gardea-Torresdey JL. Nanomaterials and the environment: a review for the biennium 2008-2010. *J Hazard Mater* 2011; 186(1): 1-15.
18. Savolainen K, Alenius H, Norppa H, Pykkonen L, Tuomi T, Kasper G. Risk assessment of engineered nanomaterials and nanotechnologies--a review. *Toxicology* 2010; 269(2-3): 92-104.
19. Som C, Wick P, Krug H, Nowack B. Environmental and health effects of nanomaterials in nanotextiles and facade coatings. *Environ Int* 2011; 37(6): 1131-42.
20. Stone V, Nowack B, Baun A, van den Brink N, Kammer F, Dusinska M, et al. Nanomaterials for environmental studies: classification, reference material issues, and strategies for physico-chemical characterisation. *Sci Total Environ* 2010; 408(7): 1745-54.
21. Behnajady MA, Modirshahla N, Mirzamohammady M, Vahid B, Behnajady B. Increasing photoactivity of titanium dioxide immobilized on glass plate with optimization of heat attachment method parameters. *J Hazard Mater* 2008; 160(2-3): 508-13.
22. Saleh TA, Gondal MA, Drmosh QA, Yamani ZH, AL-yamani A. Enhancement in photocatalytic activity for acetaldehyde removal by embedding ZnO nano particles on multiwall carbon nanotubes. *Chem Eng J* 2011; 166(1): 407-12.
23. Fathinia M, Khataee AR, Zarei M, Aber S. Comparative photocatalytic degradation of two dyes on immobilized TiO<sub>2</sub> nanoparticles: Effect of dye molecular structure and response surface approach. *J Mol Catal A Chem* 2010; 333(1-2): 73-84.
24. Joshi KM, Shrivastava VS. Removal of methylene blue dye aqueous solution using photocatalysis. *International Journal of Nano Dimension* 2012; 2(4): 241-52.
25. Shafaei A, Nikazar M, Arami M. Photocatalytic degradation of terephthalic acid using titania and zinc oxide photocatalysts: Comparative study. *Desalination* 2010; 252(13): 8-16.
26. Laoufi NA, Hout S, Tassalit D, Ounnar A, Djouadi A, Chekir N, et al. Removal of a Persistent Pharmaceutical Micropollutant by UV/TiO<sub>2</sub> Process Using an Immobilized Titanium Dioxide Catalyst: Parametric Study. *Chemical Engineering Transactions* 2013; 32: 1951-6.
27. Meshram S, Limaye R, Ghodke S, Nigam S, Sonawane S, Chikate R. Continuous flow photocatalytic reactor using Zn<sub>0</sub>bentonite nanocomposite for degradation of phenol. *Chem Eng J* 2011; 172(23): 1008-15.

## Comparison of Photocatalytic Activity of Synthesized and Commercial ZnO Nanoparticles in Dye Removal in Aqueous Environment

Reza Darvishi Cheshmeh Soltani<sup>1</sup>, Reza Rezaee<sup>2</sup>, Hassan Hashemi<sup>3</sup>, Mahdi Safari<sup>2</sup>

### Original Article

#### Abstract

**Background:** The aim of this investigation was to synthesize ZnO nanoparticles and compare their photocatalytic activity with its commercial form in terms of photocatalytic oxidation of methylene blue dye in aqueous environment.

**Methods:** In this study, ZnO nanoparticles were prepared using hydrogen peroxide treatment and were immobilized on glass surface using thermal immobilization. The prepared glasses were placed inside the reactor. Finally, the photocatalytic degradation of methylene blue in the reactor was investigated using different parameters.

**Findings:** The results of the study showed that the photocatalytic process with the synthesized catalyst (96.35%) had higher efficiency compared to the commercial catalyst (82.87%) in terms of degradation of 5 mg/l methylene blue within 120 minutes. Subsequently, using the synthesized catalyst, at distances of 2, 3.5, and 5 cm between the UV lamps and glass plates containing immobilized ZnO nanoparticles, the dye removal rates were 96.35%, 63.34%, and 45.31%, respectively.

**Conclusion:** According to the findings, it can be concluded that synthesized ZnO nanoparticles can be applied as an efficient catalyst in photocatalytic processes.

**Keywords:** Zinc oxide, Nanocatalyst, Azo dye, UV light, Immobilization

**Citation:** Darvishi Cheshmeh Soltani R, Rezaee R, Hashemi H, Safari M. Comparison of Photocatalytic Activity of Synthesized and Commercial ZnO Nanoparticles in Dye Removal in Aqueous Environment. J Health Syst Res 2016; 12(3): 278-83.

1- Assistant Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran  
2- Assistant Professor, Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran  
3- Assistant Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran  
**Corresponding Author:** Mahdi Safari, Email: safari.m.eng@gmail.com