



اللهم نعم شدرنی و منی بخیر کن

محله پژوهش‌های علوم و فناوری چوب و جنگل

جلد هجدهم، شماره سوم، ۱۳۹۰

www.gau.ac.ir/journals

تأثیر استفاده از کاتالیزور اسیدی در پیش استخراج با آب داغ بر تولید خمیر کاغذ سودا-آنتراکینون از ساقه کنف

حسین رسالتی^۱، محمدتقی اسدالهزاده^۲ و علی قاسمیان^۳

^۱ استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ^۲ کارشناس ارشد صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور،

^۳ دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تاریخ دریافت: ۸۸/۱۰/۹۰؛ تاریخ پذیرش: ۹۰/۳/۱۵

چکیده

در این پژوهش، خردۀای کنف قبل از فرآیند خمیرسازی بهوسیله آب داغ و آب داغ کاتالیز شده با اسید با هدف کاهش وزن در محدوده ۸/۵، ۱۱/۵ و ۱۴/۵ درصد براساس وزن خشک خردۀای کنف، پیش استخراج شدند. خردۀای کنف پیش استخراج شده و پیش تیمار نشده (شاهد) با روش سودا-آنتراکینون و در سه زمان پخت ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ دقیقه تبدیل به خمیر کاغذ شدند. نتایج مرحله پیش استخراج نشان داد که با افزودن کاتالیزور اسیدی (اسید سولفوریک)، زمان پیش استخراج برای دستیابی به کاهش وزن مشخص کاهش یافته است. نتایج خمیرسازی نشان داد که با افزایش زمان پخت و نیز با افزایش میزان درصد کاهش وزن خردۀای کنف در مرحله پیش استخراج، بازده خمیر کاغذ کاهش یافت. بین خردۀای کنف پیش استخراج نشده (شاهد) و پیش استخراج شده با کاهش وزن ۸/۵، ۱۱/۵ و ۱۴/۵ درصد، به لحاظ میانگین بازده و عدد کاپای خمیر کاغذ در زمان پخت ثابت، اختلاف معنی‌دار آماری در سطح ۱ درصد وجود داشت، به طوری که خمیر کاغذ شاهد دارای بیشترین بازده و عدد کاپا و خمیر کاغذ حاصل از خردۀای کنف پیش استخراج شده با کاهش وزن ۱۴/۵ درصد، دارای کمترین بازده بوده‌اند. هم‌چنین، بین خردۀای کنف پیش استخراج نشده

* مسئول مکاتبه: mtasadollahzade@gmail.com

(شاهد) و پیش استخراج شده با آب داغ و کاتالیز شده با اسید در هر یک از سطوح کاهش وزن ۸/۵ ۱۱/۵ و ۱۴/۵ درصد، به لحاظ بازده خمیرکاغذ، اختلاف معنی‌دار آماری در سطح ۱ درصد وجود داشته و خمیرکاغذ شاهد و خمیرکاغذ حاصل از خرددهای کنف پیش استخراج شده با آب داغ به ترتیب بیشترین و کمترین بازده را داشتند. بین خرددهای کنف پیش استخراج نشده (شاهد) و پیش استخراج شده، به لحاظ میانگین عدد کاپای خمیرکاغذ در مقادیر کاهش وزن برابر نیز در سطح ۱ درصد اختلاف معنی‌دار بوده است اما بین میانگین عدد کاپای خمیرکاغذهای حاصل از خرددهای کنف پیش استخراج شده با آب داغ و کاتالیز شده با اسید اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. نتایج مربوط به ویژگی‌های فیزیکی و مقاومتی کاغذهای دست‌ساز نشان داد که با افزایش میزان درصد کاهش وزن خرددهای کنف پیش استخراج شده از ۸/۵ به ۱۴/۵ درصد، مقادیر مقاومت‌های مختلف خمیرکاغذهای حاصل برای هر دو روش پیش استخراج کاهش یافته است. از سوی دیگر، مقادیر مقاومتی خمیرکاغذهای حاصل از خرددهای کنف پیش استخراج شده با آب داغ در مقایسه با نمونه‌های پیش استخراج شده با کاتالیزور اسیدی، اغلب کمتر بوده است.

واژه‌های کلیدی: کنف، پیش استخراج، سودا-آنتراکینون، آب داغ

مقدمه

به دنبال مصرف روزافزون انرژی در جهان، این سوال مهم به وجود می‌آید که آیا منابع انرژی‌های فسیلی در قرن‌های آینده جوابگوی نیاز انرژی جهان برای بقا تکامل و توسعه خواهند بود یا خیر؟ در جهان کنونی مسائل زیستمحیطی و تغییرات آب و هوایی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی و تمرکز گازهای گلخانه‌ای از یک طرف و گرانی و محدود بودن این سوخت‌ها از سوی دیگر زمینه‌های تحول در استفاده وسیع از انرژی‌های تجدیدپذیر را فرآهم نموده است. یکی از این انرژی‌های تجدیدپذیر که به تازگی توجه زیادی به آن می‌شود، انرژی زیست توده^۱ می‌باشد (نشریه سازمان انرژی‌های نو ایران، ۲۰۰۸). بنا به تعریف، فرآیندهای تبدیل زیست توده به سوخت، انرژی و مواد شیمیایی را زیست پالایشگاه^۲ می‌نامند. با توجه به نقش زیست پالایشگاه در احیای محیط زیست،

1- Biomass

2- Biorefinery

می‌توان نتیجه گرفت که در آینده زیست توده مهم‌ترین ماده اولیه برای تهیه مواد شیمیایی صنعتی خواهد بود (آریائی منفرد و همکاران، 2008). به تازگی در کشورهای صنعتی و پیشرفته، زیست پالایشگاه به عنوان بخشی از فرآیند تولید خمیرکاغذ محسوب می‌شود. بدین صورت که، کارخانه‌های تولیدکننده خمیرکاغذ با استخراج همی‌سلولزها قبل از فرآیند خمیرسازی (پخت) و فرآورش آن‌ها برای تولید سوخت و مواد شیمیایی، موجب افزایش سوددهی خود خواهند شد. در اثر پیش استخراج مواد لیگنوسلولزی قبل از پخت، همی‌سلولزها به طور جزیی به صورت الیگومرها و مونومرها استخراج می‌شوند که با تخمیر مونوساکاریدهای استخراج شده می‌توان اتابول تهیه کرد و به مصرف سوخت رساند. در ضمن، یکی از دلایل اصلی برای پیش استخراج همی‌سلولزها آن است که ارزش حرارتی آن‌ها نصف لیگنین می‌باشد ($13/6 \text{ MJ/Kg}$) در مقابل (27 MJ/Kg). بنابراین سوزاندن آن‌ها در کوره بازیابی مقرون به صرفه نیست. از سوی دیگر، همی‌سلولزها طی خمیرسازی قلیایی به مخلوط پیچیده‌ای از اسیدهای قندی تجزیه می‌شوند که جداسازی و تصفیه آن‌ها از مایع پخت سیاه مشکل می‌باشد و بهتر است در مرحله پیش استخراج خارج شوند (یون و وان هینینگن، 2008).

رایج‌ترین روش‌های تجاری برای استخراج همی‌سلولزها شامل پیش بخاردهی به‌منظور آزادسازی اسیدهای خنثی چوب (خود هیدرولیز^۱) و به دنبال آن استخراج به‌وسیله آب یا توسط مقادیر کمی از اسیدهای معدنی (اسید سولفوریک یا اسید هیدروکلریک) یا همان هیدرولیز اسیدی هستند. سایر روش‌ها برای استخراج همی‌سلولزها، شامل محلول‌های قلیایی ملایم با و بدون افزودن کاتیون‌ها مانند سدیم، پتاسیم، لیتیم و بورات در درجه حرارت‌های کم و استفاده از حللاهایی از قبیل الکل‌ها می‌باشند (الدجانی و تیشنر، 2008). اما، تأثیر همه این فناوری‌های استخراج بر روی شرایط تولید و کیفیت خمیرکاغذ هنوز به خوبی ارزیابی نشده و به طور کلی تحقیقات کمی بر روی استخراج و کاربرد همی‌سلولزها قبل از فرآیند خمیرسازی انجام شده است. مندس و همکاران (2009)، فرنسیس و همکاران (2007)، امیدون و همکاران (2006) و تستورا (2006)، با پیش تیمار خردۀ چوب‌ها قبل از خمیرسازی به وسیله آب داغ و اسید رقیق (و یا کاتالیز شده با اسید) به این نتیجه رسیدند که بازده کل خمیرکاغذهای حاصل از خردۀ چوب‌های پیش تیمار شده (بر اساس ماده اولیه) کمتر از خمیرکاغذ شاهد می‌باشد. در حالی که سرعت لیگنین‌زدایی خردۀ چوب‌های پیش تیمار شده در عدد کاپای

یکسان نسبت به خرده چوب‌های پیش تیمار نشده (شاهد) بیشتر بوده و خرده چوب‌های پیش تیمار نشده در مقایسه با خرده چوب‌های پیش تیمار نشده (شاهد)، برای دست‌یابی به عدد کاپای معین نیاز به فاکتور H کمتری دارند. نتایج این تحقیقات، تأثیر مثبت پیش تیمار را در خصوص مصرف قلیاً و قابلیت رنگبری تصدیق نمود. به علاوه، در اعداد کاپای یکسان، گرانروی خمیرکاغذهای حاصل از خرده چوب‌های پیش تیمار شده نسبت به خرده چوب‌های پیش تیمار نشده (شاهد) بیشتر بود. فریدریک و همکاران (2008) به ارزیابی فنی و اقتصادی تولید هم‌زمان اتانول و الیاف سلولزی حاصل از کاج جنوبی^۱ پرداختند. به این صورت که با استخراج همی سلولزها از کاج جنوبی به‌وسیله هیدرولیز اسید رقیق، خرده چوب‌های پیش استخراج شده جهت تولید الیاف سلولزی، لیگنین‌زادایی شدند. نتایج نشان داد که بعد از پیش هیدرولیز اسیدی، سرعت هیدرولیز قلیایی سلولز طی لیگنین‌زادایی کرافت افزایش می‌یابد.

با توجه به پتانسیل گونه کنف در جهت تأمین ماده لیگنوسلولزی مورد نیاز صنعت خمیر و کاغذ، و از طرفی به علت دارا بودن مقادیر به نسبت زیاد همی سلولزها به ویژه پتوزان‌ها، این گونه به عنوان ماده مورد نظر برای این تحقیق در نظر گرفته شده است. همچنین، از آنجا که pH مرحله پیش استخراج تأثیر به سزایی روی فرآیند هیدرولیز و کاهش وزن خرده‌های کنف دارد، از این رو این امر ضرورت پیدا کرد تا تأثیر پیش استخراج با آب داغ خالص و آب داغ کاتالیز شده با اسید بر کاهش وزن خرده‌های کنف پیش استخراج شده، شرایط تولید و کیفیت خمیرکاغذ سودا-آنترائیکون بررسی گردد.

مواد و روش‌ها

کنف مورد استفاده، رقم V36 بوده که بذر آن در داخل محوطه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کاشته شد. پس از برداشت ساقه‌ها و قطع شاخه و برگ‌های آن‌ها، ساقه‌ها جهت ادامه کار به آزمایشگاه منتقل شدند. ساقه‌های کنف توسط قیچی باگبانی به قطعات 2/2-2/5 سانتی‌متری تبدیل و در محیط آزمایشگاه هوا خشک شده و سپس، بهمنظور عدم تبادل رطوبت با محیط در داخل کیسه‌های پلاستیکی قرار گرفتند.

فرآیند پیش استخراج خرده‌های کنف با آب مقطر خالص و آب مقطر کاتالیز شده با اسید و توسط دیگ پخت ناپیوسته چرخان دارای 6 مخزن به گنجایش 2/5 لیتر انجام شد. فاکتورهای ثابت مرحله پیش استخراج شامل مقدار خرده‌های کنف، 100 گرم (براساس وزن خشک) و نسبت مایع به خرده‌های کنف 6 به 1 و فاکتورهای متغیر شامل دماهای 130، 140 و 150 درجه سانتی‌گراد، زمان‌های 8، 15، 30، 45 و 60 دقیقه و اضافه نمودن 5 میلی‌لیتر اسید سولفوریک 5 درصد (معادل 0/258 گرم اسید سولفوریک به ازای 100 گرم از خرده‌های کنف) به حجم مشخص آب مقطر برای هر بار پیش استخراج بودند. با اضافه کردن این مقدار اسید سولفوریک به حجم مشخص آب مقطر (با توجه به نسبت مایع به خرده‌های کنف 6 به 1) مقدار pH آب مقطر به 2/35 تنزل پیدا کرد. با توجه به نتایج به دست آمده در مرحله پیش استخراج با آب داغ، زمان پیش استخراج در حالت استفاده از کاتالیزور اسیدی، با هدف دست‌یابی به کاهش وزن در حدود 8/5 درصد در دمای 130 درجه سانتی‌گراد، 11/5 درصد در دمای 140 درجه سانتی‌گراد و 14/5 درصد در دمای 150 درجه سانتی‌گراد بود. بعد از اتمام زمان پیش استخراج، خرده‌های کنف پیش استخراج شده توسط آب گرم 70-80 درجه سانتی‌گراد بر روی الک با مش 200 کاملاً شستشو شدند. این عمل برای جلوگیری از رسوب مجدد همی سلولزها بر روی خرده‌های کنف انجام گرفت. سپس خرده‌های پیش استخراج شده، هوا خشک شدند و رطوبت آن‌ها تعیین گردید.

فرآیند خمیرسازی به روش سودا-آنترائیون و توسط همان دیگ پخت ناپیوسته چرخان برای خرده‌های کنفی که در مرحله پیش استخراج در حدود 8/5، 11/5 و 14/5 درصد کاهش وزن داشتند و همچنین خرده‌های کنف استخراج نشده (شاهد) انجام شد. شرایط خمیرسازی برای هر دو نوع خرده‌های کنف پیش استخراج شده و پیش استخراج نشده کاملاً ثابت و به شرح زیر بود: مقدار خرده‌های کنف، 100 گرم (بر اساس وزن خشک); قلیائیت فعال بر مبنای هیدروکسید سدیم، 27 درصد (بر اساس وزن خشک خرده‌های کنف); مقدار آنترائیون، 0/1 درصد (بر اساس وزن خشک خرده‌های کنف); نسبت مایع پخت به خرده‌های کنف، 8 به 1؛ دمای بیشینه پخت، 170 درجه سانتی‌گراد و سه زمان مختلف 60، 90 و 120 دقیقه. بعد از اتمام زمان پخت، تخلیه مایع سیاه و شستشوی اولیه خمیرهای به دست آمده، بر روی الک با مش 200 انجام گردید. سپس به منظور

جداسازی کلوخه‌های الیاف، خمیرهای حاصل بهوسیله پراکنده ساز الیاف^۱ با دور ثابت و به مدت ۶ دقیقه جداسازی شدند. مجدداً خمیرها بر روی الک با مش 200 کاملاً شستشو و آبگیری شده و هوا خشک شدند. در نهایت بازده خمیرکاغذها با روش توزین و عدد کاپا بر اساس استاندارد تاپی^۲ به شماره 99-T 236 om اندازه‌گیری شدند.

خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کنف پیش استخراج شده تا کاهش وزن حدوداً ۸/۵ ۱۱/۵ و ۱۴/۵ درصد و همچنین خرده‌های کنف پیش استخراج نشده (شاهد) که دارای محدوده عدد کاپای ۰/۵ ۱۸± بودند، توسط پالایشگر PFI mill و بر اساس استاندارد تاپی به شماره ۰۰-T 248 sp رسیدن به درجه روانی در حدود ۳۰۰ میلی‌لیتر استاندارد کانادایی^۳ پالایش شدند (تمام خمیرها با دور پالایش یکسان ۳۰۰۰ دور به محدوده درجه روانی CSF ۳۰۰±۲۰ رسیدند). سپس کاغذهای دست‌ساز ۶۰ گرمی با توجه به استاندارد تاپی شماره ۰۲-T ۲۰۵ sp ۰۲-T ۴۹۴ om ۰۱-T ۴۰۳ om ۰۴-T ۴۱۴ om ۰۵-T ۴۱۱ om شامل مقاومت کششی، مقاومت به ترکیدن، مقاومت به پارگی و ضخامت به ترتیب بر اساس استانداردهای آئین‌نامه تاپی به شماره‌های ۰۱-T ۴۹۴ om ۰۲-T ۴۰۳ om ۰۴-T ۴۱۴ om ۰۵-T ۴۱۱ om گروه‌بندی آن‌ها با آزمون LSD صورت گرفت.

نتایج و بحث

جدول ۱ مقدایر کاهش وزن خرده‌های کنف و pH مایع استخراج شده بعد از مرحله پیش استخراج با آب داغ و جدول ۲ مقایسه پیش استخراج با آب داغ و پیش استخراج با آب داغ کاتالیز شده با اسید را برای دستیابی به ۳ سطح مختلف و مورد نظر کاهش وزن نشان می‌دهند.

1- Disintegrator

2- TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industries)

3- Canadian Standard Freeness (CSF)

جدول ۱- مقادیر کاهش وزن خرده‌های کنف و pH مایع استخراج شده بعد از مرحله پیش استخراج با آب داغ

دما (درجه سانتی گراد)	زمان (دقیقه)	pH مایع استخراج شده	کاهش وزن (درصد)
	15	5/07	7/88
	30	4/87	8/76
130	45	4/71	9/75
	60	4/6	11/64
	15	4/89	10/13
	30	4/75	11/39
140	45	4/68	12/25
	60	4/58	13/02
	15	4/87	12/88
	30	4/64	14/34
150	45	4/48	15/02
	60	4/33	17/12

جدول ۲- مقایسه پیش استخراج با آب داغ و کاتالیز شده با اسید

دما (درجه سانتی گراد)	نوع پیش استخراج	زمان (دقیقه)	pH مایع استخراج شده	کاهش وزن (درصد)
	آب داغ خالص	30	4/87	8/76
130	آب داغ کاتالیز شده با اسید	8	4/72	9/03
	آب داغ خالص	30	4/75	11/39
140	آب داغ کاتالیز شده با اسید	15	4/54	11/6
	آب داغ خالص	30	4/64	14/34
150	آب داغ کاتالیز شده با اسید	15	4/24	14/33

جدول ۱ نشان می‌دهد که مقادیر کاهش وزن خرده‌های کنف و pH مایع استخراج شده با افزایش دما و زمان پیش استخراج، به ترتیب افزایش و کاهش می‌یابند؛ به این صورت که در دمای ثابت با افزایش زمان، مقدار کاهش وزن، بیشتر و pH مایع استخراج شده، کمتر و همچنین در زمان ثابت با افزایش دما، مقدار کاهش وزن، بیشتر و pH مایع استخراج شده، کمتر می‌شود. چون افزایش دما یا

زمان پیش استخراج، انحلال یا خروج بیشتر ترکیبات به ویژه همی‌سلولزها و تا حدودی لیگنین و مواد استخراجی و همچنین خروج بیشتر گروه‌های اسیدی به ویژه گروه‌های استیل همی‌سلولزها و تشکیل اسید استیک را به همراه دارد (تستووا، 2006؛ یون و وان هینینگن، 2008؛ آلدجانی و تیشنر، 2008؛ فریدریک و همکاران، 2008). با تجزیه و تحلیل آماری کاهش وزن خرددهای کتف و pH مایع استخراج شده، مشخص شد که اثرات مستقل و اثر متقابل دما و زمان پیش استخراج در سطح 1 درصد معنی‌دار است.

جدول 2 نشان می‌دهد که با اضافه کردن مقدار بسیار کم اسید سولفوریک به مرحله پیش استخراج با آب داغ، زمان مورد نیاز برای دستیابی به یک مقدار مشخص و مورد نظر کاهش وزن، کاهش می‌یابد چون با افزودن کاتالیزور اسیدی، سرعت هیدرولیز و یا انحلال ترکیبات تشکیل دهنده ماده لیگنوسلولزی به ویژه همی‌سلولزها افزایش می‌یابد (تستووا، 2006؛ فریدریک و همکاران، 2008). علت کمتر بودن pH مایع استخراج شده در پیش استخراج کاتالیز شده با اسید نسبت به پیش استخراج با آب داغ در یک مقدار کاهش وزن تقریباً برابر، وجود مقدار کم اسید سولفوریک اضافه شده و در نتیجه غلظت بیشتر اسید در مایع استخراج شده بعد از پیش استخراج کاتالیز شده با اسید می‌باشد.

جدول 3، مقادیر بازده و عدد کاپای خمیرکاغذهای حاصل از خرددهای کتف پیش استخراج شده با آب داغ و کاتالیز شده با اسید در سه سطح کاهش وزن 8/5، 11/5 و 14/5 درصد و بازده و عدد کاپای خمیرکاغذهای حاصل از خرددهای کتف پیش استخراج نشده (شاهد) را در سه زمان پخت 60، 90 و 120 دقیقه نشان می‌دهد.

همان‌طور که در جدول 3 نشان داده شده است، با افزایش زمان پخت و میزان کاهش وزن خرددهای کتف در مرحله پیش استخراج، بازده خمیرکاغذ کاهش یافته است. مقایسه میانگین‌ها نشان می‌دهد که در زمان پخت ثابت، خمیرکاغذ شاهد (بدون پیش استخراج) و خمیرکاغذ حاصل از خرددهای کتف پیش استخراج شده با کاهش وزن 14/5 درصد (در هر دو حالت پیش استخراج) به ترتیب بیشترین و کمترین بازده را دارند. از آن جا که در مرحله پیش استخراج، برخی از ترکیبات تشکیل دهنده مواد لیگنوسلولزی به ویژه همی‌سلولزها و تا حدودی لیگنین، سلولز و مواد استخراجی خارج می‌شوند (تستووا، 2006؛ یون و وان هینینگن، 2008؛ آلدجانی و تیشنر، 2008؛ فریدریک و همکاران، 2008) بنابراین هر قدر میزان مواد استخراج شده در مرحله پیش استخراج بیشتر شود، بازده

خمیرکاغذ حاصل نسبت به وزن اولیه خرده‌های کنف کمتر می‌گردد. از سوی دیگر، طی پیش استخراج، همی‌سلولزها به قطعات کوچکتری تجزیه می‌شوند که خروج آن‌ها در مرحله خمیرسازی قلیایی آسان‌تر می‌شود. به عبارتی، با افزایش شدت پیش استخراج و به دنبال آن افزایش مقدار مواد استخراج شده، قابلیت همی‌سلولزها و سلولز نسبت به استخراج طی خمیرسازی قلیایی افزایش می‌یابد (فریدریک و همکاران، 2008).

جدول ۳- بازده و عدد کاپای خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کنف پیش استخراج شده و پیش استخراج نشده

تیمار	ماده اولیه	میزان کاهش وزن (درصد)	زمان پخت (دقیقه)	بازده (درصد)	عدد کاپا
1				60	21/33
2	پیش استخراج نشده (شاهد)	0	90	44/86	20/18
3			120	42/58	18/35
4			60	45/2	18/86
5		8/5	90	42/78	17/25
6			120	41/25	16/32
7			60	41/53	18/45
8	پیش استخراج شده با آب داغ	11/5	90	40/78	16/15
9			120	39/57	16
10			60	41/44	17/66
11		14/5	90	39/56	17/18
12			120	37/17	16/24
13			60	45/5	18/05
14		8/5	90	43/54	17/6
15			120	41/92	16/38
16			60	42/61	18/07
17	کاتالیز شده با اسید	11/5	90	41/45	16/5
18			120	39/69	15/31
19			60	42/33	18
20		14/5	90	40/38	17/45
21			120	38/58	16/38

گروه‌بندی اثر مستقل میزان کاهش وزن خرددهای کنف، از حالت بدون پیش استخراج (شاهد) تا 14/5 درصد کاهش وزن در هر دو روش پیش استخراج، نشان می‌دهد که خمیرکاغذ شاهد و خمیرکاغذ حاصل از خرددهای کنف پیش استخراج شده با کاهش وزن 11/5 درصد (در هر دو روش پیش استخراج) به ترتیب بیشترین و کمترین عدد کاپا را دارند. در اثر خروج برخی ترکیبات از خرد چوب‌ها طی پیش استخراج، حجم تهی¹ در ساختار خرد چوب‌ها افزایش می‌یابد که این امر منجر به نفوذ سریع‌تر و راحت‌تر مواد شیمیایی پخت به داخل خرد چوب‌ها، تسريع لیگنین‌زدایی و خروج سریع‌تر لیگنین‌می‌گردد (امیدون و همکاران، 2006). از این تحلیل این طور می‌توان نتیجه گرفت که هر چه میزان کاهش وزن خرددهای کنف بیشتر باشد، حجم تهی بیشتر شده و در نتیجه لیگنین‌زدایی و خروج لیگنین افزایش می‌یابد؛ اما به لحاظ آماری، مقایسه میانگین‌ها نشان می‌دهد که میانگین عدد کاپای خمیرکاغذ‌های حاصل از خرددهای کنف پیش استخراج شده با کاهش وزن 11/5 درصد کمتر از میانگین عدد کاپای خمیرکاغذ‌های حاصل از خرددهای کنف پیش استخراج شده با کاهش وزن 14/5 درصد است، که علت آن ناشناخته می‌باشد و نیاز به تحقیق و بررسی دارد. گروه بندی اثر مستقل زمان پخت بر روی عدد کاپا نشان می‌دهد که با افزایش زمان پخت، لیگنین‌زدایی افزایش و عدد کاپا کاهش می‌یابد. جدول‌های 4 و 5 نشان می‌دهند که تأثیر زمان پخت و میزان کاهش وزن خرددهای کنف بر روی بازده و عدد کاپای خمیرکاغذ‌های حاصل، در سطح 1 درصد معنی‌دار است.

جدول 4- تجزیه واریانس بازده خمیرکاغذ‌های حاصل از خرددهای کنف پیش استخراج نشده و پیش استخراج شده

				منبع تغییرات
	F	میانگین مربعات	درجه آزادی	مجموع مربعات محاسبه شده
951/55**	47/8867	143/6602	3	میزان کاهش وزن (از 0 تا 14/5 درصد)
690/97**	34/7730	69/5460	2	زمان پخت
19/19**	0/9659	5/7957	6	میزان کاهش وزن × زمان پخت
	0/0503	1/2078	24	خطا
		220/2098	35	کل

1- Void Volume

جدول ۵- تجزیه واریانس عدد کاپای خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کنف پیش استخراج نشده و پیش استخراج شده

منبع تغییرات	درجه آزادی	مجموع مربعات	میانگین مربعات	F
میزان کاهش وزن (از ۰ تا ۱۴/۵ درصد)	3	55/8607	18/6202	20499/3**
زمان پخت	2	33/4215	16/7108	18397/2**
میزان کاهش وزن × زمان پخت	6	4/4842	0/7474	822/80**
خطا	24	0/0218	0/0009	
کل	35	93/7883		

با توجه به جدول ۳، در زمان پخت ثابت، خمیرکاغذ شاهد و خمیرکاغذ حاصل از خرده‌های کنف پیش استخراج شده با آب داغ به ترتیب بیشترین و کمترین بازده را دارند. بیشتر بودن بازده خمیرکاغذ شاهد در مقایسه با بازده خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کنف پیش استخراج شده می‌تواند علاوه بر تجزیه نشدن و انحلال همی‌سلولزها به ویژه در pH اسیدی که در مرحله پیش استخراج اتفاق می‌افتد، ناشی از رسوب بخشی از همی‌سلولزهای حل شده بر روی الیاف در پایان پخت باشد. غلاظت همی‌سلولزهای حل شده در مایع پخت، نقش مهمی در فرآیند داشته و مقدار همی‌سلولزهایی که بر روی الیاف رسوب می‌کنند را تحت کنترل دارد. بنابراین، چنانچه مقداری از همی‌سلولزها در مرحله پیش استخراج خارج شوند غلاظت آنها در مایع پخت کمتر از مایع پخت شاهد شده و رسوب کمتری اتفاق می‌افتد. به علاوه، برخی از همی‌سلولزها ممکن است بعد از خمیرسازی قلیابی شاهد، سالم (دست نخورده) باقی بمانند اما در مرحله پیش استخراج خارج شوند و از طرفی، مقدار بسیار ناچیزی از سلولز و لیگنین نیز در مرحله پیش استخراج حل می‌شوند (تستووا، 2006).

کمتر بودن بازده خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کنف پیش استخراج شده با آب داغ در مقایسه با بازده خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کنف پیش استخراج شده با آب داغ کاتالیز شده با اسید، احتمالاً به این علت است که در پیش استخراج با آب داغ، زمان مورد نیاز برای دست‌یابی به مقادیر تقریباً مشابه کاهش وزن نسبت به پیش استخراج کاتالیز شده با اسید بیشتر می‌باشد. هر چه زمان پیش استخراج بیشتر باشد، تأثیر پذیری همی‌سلولزها و بعضی سلولز نسبت به استخراج طی خمیرسازی قلیابی افزایش می‌یابد. به علاوه، عدد کاپای خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کنف پیش استخراج نشده (شاهد) بیشتر از خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کنف پیش استخراج شده بوده و در نتیجه لیگنین زدایی آنها کندتر می‌باشد. واکنش‌های اسیدولیز لیگنین، افزایش دسترنس‌پذیری دیواره

سلول خردۀای کنف پیش استخراج شده به مواد شیمیابی پخت و افزایش دسترس‌پذیری واکنش‌گرها به مولکول‌های لیگنین، گسیخته شدن پیوند کووالانسی لیگنین- کربوهیدرات‌ها و حذف ترکیبات مصرف کننده قلیا طی مرحله پیش استخراج سبب افزایش سرعت لیگنین‌زدایی خردۀای کنف پیش استخراج شده و کاهش عدد کاپا می‌شوند. شرایط اسیدی ایجاد شده طی مرحله پیش استخراج هم موجب هیدرولیز گروه‌های اسید گلوکورونیک از زنجیر زیلان شده و بنابراین مقدار اسید هگزونورونیک و تأثیر آن بر عدد کاپا کاهش می‌یابد (یون و وان هینینگن، 2008 و مندس و همکاران، 2009). با توجه به جدول‌های 6 و 7، اثرات مستقل و اثر متقابل زمان پخت و نوع پیش استخراج (پیش استخراج نشده، پیش استخراج شده با آب داغ و آب داغ کاتالیز شده با اسید) بر روی بازده و عدد کاپا در سطح 1 درصد معنی‌دار است.

جدول 6- تجزیه واریانس بازده خمیرکاغذهای حاصل برای مقادیر کاهش وزن تقریباً برابر 11/5 .8/5 و 14/5

درصد


منبع تغییرات	درجه آزادی	مجموع مربعات	میانگین مربعات	F محاسبه شده
نوع پیش استخراج	2	9/2913	3/0971	42/70**
زمان پخت	2	85/3328	42/6664	588/28**
نوع پیش استخراج × زمان پخت	4	1/7106	0/2851	3/93**
	12	1/7407	0/0725	0/0725
کل	20	98/0754		

جدول 7- تجزیه واریانس عدد کاپای خمیرکاغذهای حاصل برای مقادیر کاهش وزن تقریباً برابر 11/5 .8/5 و 14/5


درصد

منبع تغییرات	درجه آزادی	مجموع مربعات	میانگین مربعات	F محاسبه شده
نوع پیش استخراج	2	40/7558	13/5853	13111/8**
زمان پخت	2	33/1592	16/5796	16001/8**
نوع پیش استخراج × زمان پخت	4	2/3593	0/3932	379/51**
	12	0/0249	0/0010	0/0010
کل	20	76/2992		


شکل‌های ۱ تا ۳ رابطه بازده و عدد کاپای خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کنف پیش استخراج نشده (شاهد)، پیش استخراج شده با آب داغ و کاتالیز شده با اسید را به ترتیب برای مقادیر کاهش وزن تقریباً برابر $8/5$ ، $11/5$ و $14/5$ درصد نشان می‌دهند.

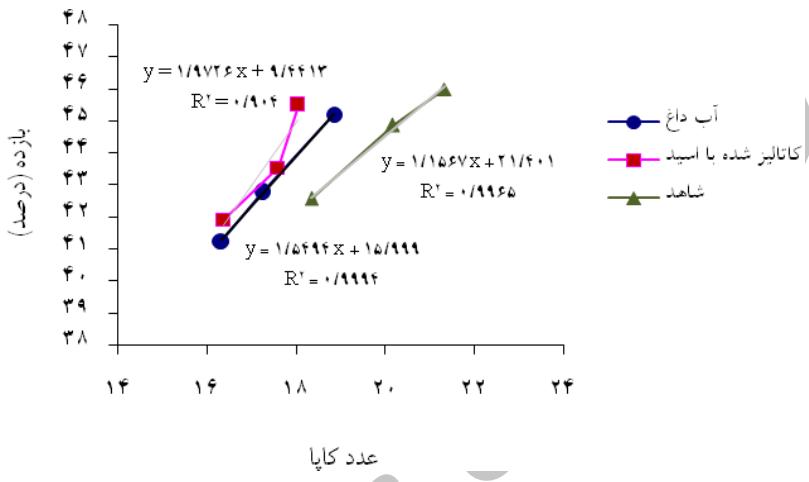

شکل ۱- رابطه بازده و عدد کاپای خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کنف پیش استخراج شده و نشده (شاهد) برای مقدار کاهش وزن حدوداً $8/5$ درصد

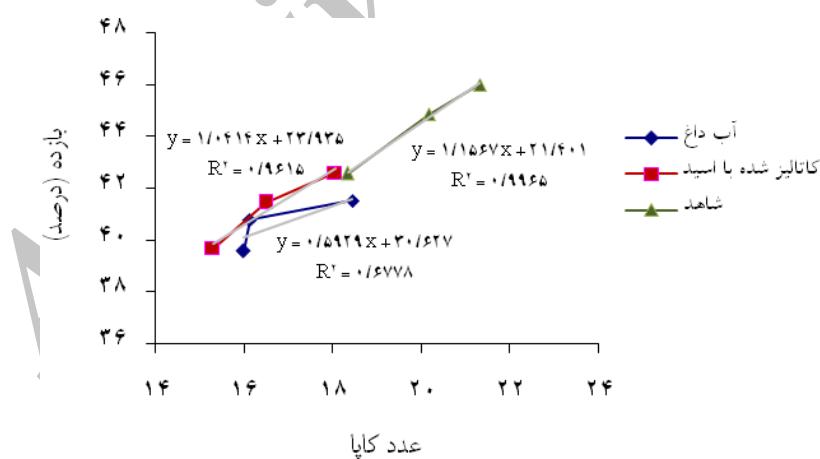

شکل ۲- رابطه بازده و عدد کاپای خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کنف پیش استخراج شده و نشده (شاهد) برای مقدار کاهش وزن حدوداً $11/5$ درصد

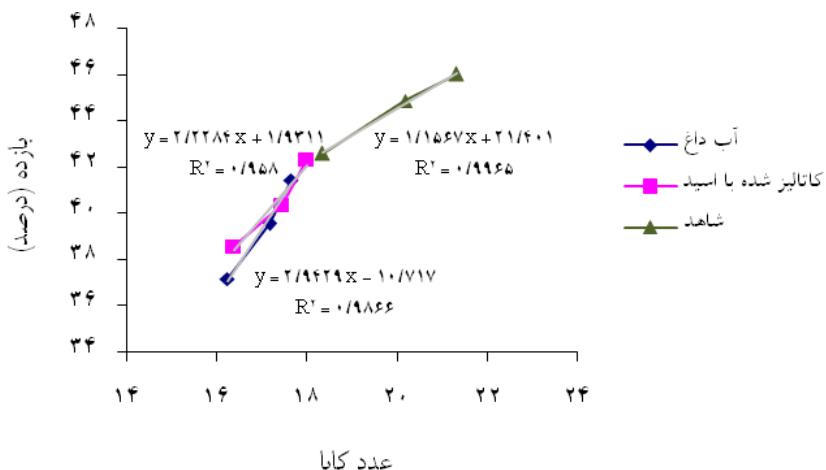


شکل ۳- رابطه بازده و عدد کاپای خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کنف پیش استخراج شده و نشده (شاهد) برای مقدار کاهش وزن حدوداً ۱۴/۵ درصد

شکل‌های ۱ تا ۳ نشان می‌دهند که در عدد کاپای تقریباً برابر، بازده خمیرکاغذ حاصل از خرده‌های کنف پیش استخراج شده با آب داغ کاتالیز شده با اسید بیشتر از خمیرکاغذ شاهد می‌باشد. چون زمان پخت مورد نیاز جهت رسیدن به عدد کاپای مشخص برای خرده‌های کنف پیش استخراج شده کمتر از نمونه شاهد بوده، که می‌تواند موجب افت کمتر مواد از جمله کربوهیدرات‌ها در مرحله خمیرسازی شود.


در عدد کاپای حدوداً ۱۸، بازده خمیرکاغذ حاصل از خرده‌های کنف پیش استخراج شده با کاهش وزن ۵/۸ درصد بیشتر از خمیرکاغذ شاهد است. با توجه به نتایج جدول ۳، خرده‌های کنف پیش استخراج شده با آب داغ و آب داغ کاتالیز شده با اسید برای رسیدن به عدد کاپای در حدود ۱۸، نیاز به زمان پخت ۶۰ دقیقه دارند در حالی که خرده‌های کنف پیش استخراج نشده (شاهد) برای رسیدن به همین عدد کاپا، به زمان پخت ۱۲۰ دقیقه احتیاج دارند. بنابراین، خمیرکاغذ حاصل از خرده‌های کنف پیش استخراج شده با کاهش وزن ۵/۸ درصد (در هر دو حالت پیش استخراج) در مقایسه با خمیرکاغذ حاصل از خرده‌های کنف پیش استخراج نشده (شاهد) بهمنظور دست‌یابی به عدد کاپای حدوداً ۱۸، با صرف زمان پخت کمتر (۶۰ دقیقه در مقابل ۱۲۰ دقیقه) دارای بیشتری می‌باشد.

در حالی که خمیرکاغذ حاصل از خرده‌های کنف پیش استخراج شده با کاهش وزن ۱۱/۵ و ۱۴/۵ درصد در مقایسه با خمیرکاغذ شاهد برای رسیدن به عدد کاپای در حدود ۱۸، دارای بازده نسبتاً کمتر یا برابری هستند. چون در حالت اول، اثر زمان پخت بر افت بازده خمیرکاغذ نسبت به اثر میزان کاهش وزن خرده‌های کنف در مرحله پیش استخراج، بیشتر بوده اما در مقادیر کاهش وزن ۱۱/۵ و ۱۴/۵ درصد، استخراج زیاد مواد در مرحله پیش استخراج و افزایش تأثیرپذیری همی‌سلولزها نسبت به استخراج طی خمیرسازی با کاهش زمان پخت تعدیل نشده است.


شکل‌های ۴ تا ۷، تأثیر میزان کاهش وزن خرده‌های کنف در مرحله پیش استخراج و نوع پیش استخراج را به ترتیب بر روی دانسته، شاخص مقاومت کششی، شاخص مقاومت به ترکیدن و شاخص مقاومت به پارگی خمیرکاغذهای حاصل نشان می‌دهند.

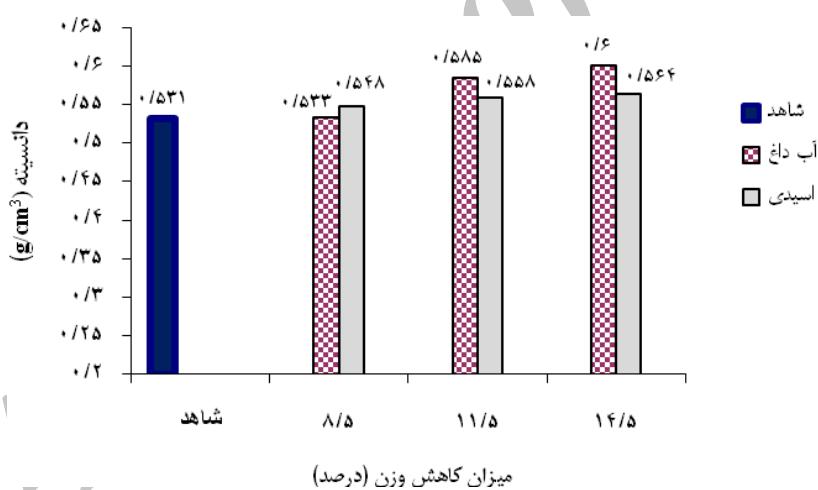


شکل ۴- تأثیر میزان کاهش وزن خرده‌های کنف و نوع پیش استخراج بر روی دانسته خمیرکاغذهای حاصل

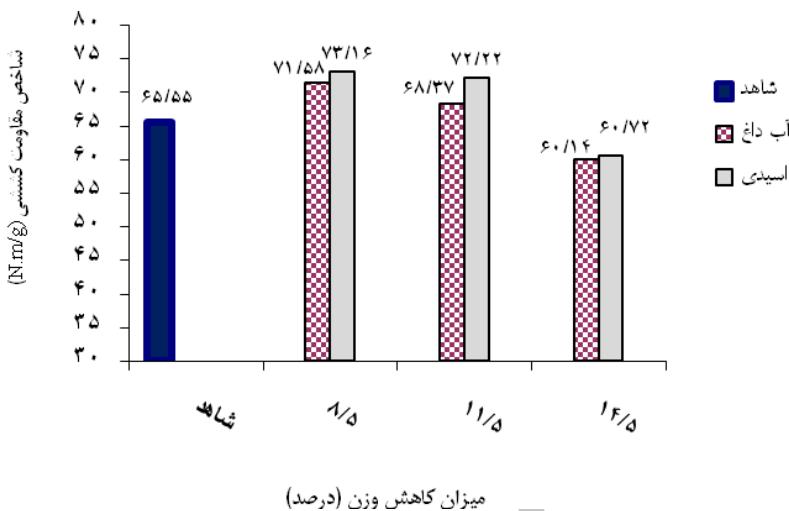

شکل 5- تأثیر میزان کاهش وزن خرده‌های کتف و نوع پیش استخراج بر روی شاخص مقاومت کششی

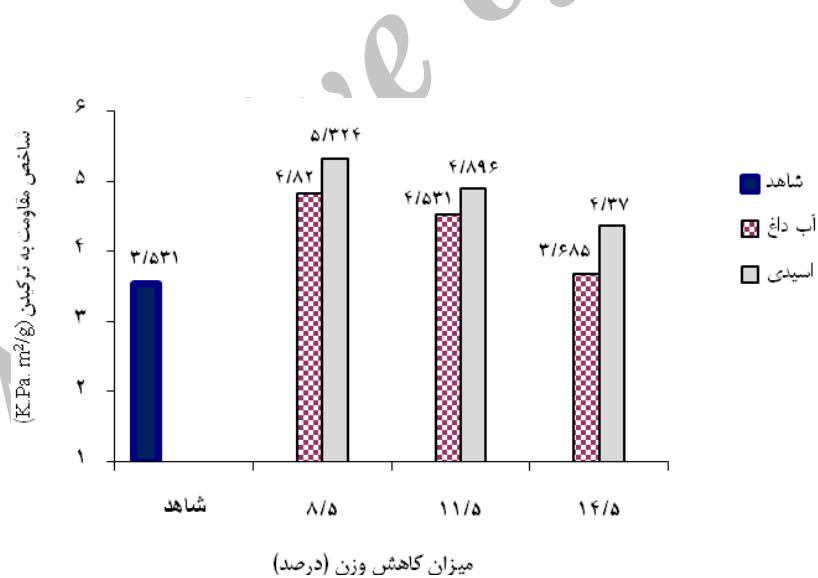

شکل 6- تأثیر میزان کاهش وزن خرده‌های کتف و نوع پیش استخراج بر روی شاخص مقاومت به ترکیدن

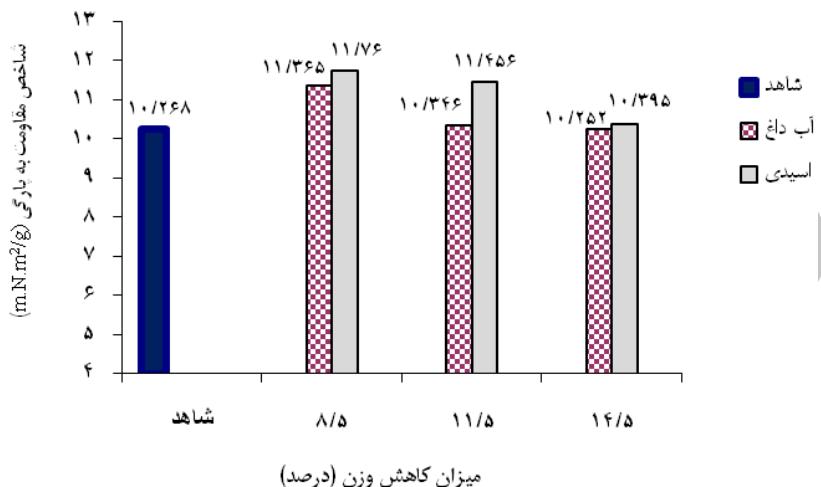

شکل 7- تأثیر میزان کاهش وزن خرده‌های کنف و نوع پیش استخراج بر روی شاخص مقاومت به پارگی

با افزایش مقادیر کاهش وزن، دانسیته کاغذ تا حدودی افزایش یافته است. مقایسه میانگین‌ها نشان می‌دهد که خمیرکاغذ حاصل از خرده‌های کنف پیش استخراج شده (0 درصد کاهش وزن) و خمیرکاغذ حاصل از خرده‌های کنف پیش استخراج شده با آب داغ تا 14/5 درصد کاهش وزن، به ترتیب کمترین و بیشترین دانسیته را دارند. با پیش استخراج خرده‌های کنف تحت شرایط ملایم (تا 8/5 و 11/5 درصد کاهش وزن) ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذهای حاصل در مقایسه با خمیرکاغذ شاهد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد علت این افزایش مقاومت می‌تواند ناشی از گرانروی بیشتر و مقدار دستجات الیاف (شايو) کمتر خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کنف پیش استخراج شده در مقایسه با خمیرکاغذ شاهد باشد (اميدون و همکاران، 2006؛ تستووا، 2006؛ يون و وان هینینگن، 2008؛ آلدجانی و تیشنر، 2008؛ مندس و همکاران، 2009). در شرایط ملایم پیش استخراج، هیدرولیز سلولز و اثر تخریبی کربوهیدرات‌ها به کمترین حد ممکن می‌رسد (يون و وان هینینگن، 2008).

به طور کلی، با افزایش میزان کاهش وزن خرده‌های کنف از 8/5 درصد تا 14/5 درصد، ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کنف پیش استخراج شده برای هر یک از روش‌های

پیش استخراج با آب داغ و کاتالیز شده با اسید کاهش یافته است. که علت آن می‌تواند افت بیشتر کربوکسیرات‌ها در مرحله پیش استخراج و خمیرسازی باشد. از آنجا که برای دست‌یابی به مقادیر بیشتر کاهش وزن، نیاز به زمان پیش استخراج بیشتری است لذا با افزایش زمان پیش استخراج، کربوکسیرات‌های بیشتری خارج می‌شوند و درجه پلیمریزاسیون آن‌ها افت پیدا می‌کند. به علاوه، زمان بیشتر، تأثیرپذیری و قابلیت همی‌سلولزها و سلولز را نسبت به استخراج طی خمیرسازی قلیابی افزایش می‌دهد.

نتایج نشان می‌دهد که اغلب ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کتف پیش استخراج شده با آب داغ در مقایسه با خمیرکاغذهای حاصل از خرده‌های کتف پیش استخراج شده با آب داغ کاتالیز شده با اسید، کمتر می‌باشد که علت آن، بیشتر بودن زمان پیش استخراج برای خرده‌های کتف پیش استخراج شده با آب داغ در مقایسه با خرده‌های کتف پیش استخراج شده با آب داغ کاتالیز شده با اسید برای دست‌یابی به کاهش وزن تقریباً مشابه می‌باشد.

منابع

- 1.Al-Dajani, W.W., and Tschirner, U.W. 2008. Pre-extraction of hemicelluloses and subsequent kraft pulping. Part I: alkaline extraction. *Tappi Journal*, 7:6. 3-8.
- 2.Amidon, T.E., Bolton, T.S., Francis, R.C. and Gratien, K. 2006. Effect of Hot Water Pre-Extraction on Alkaline Pulping of Hardwoods. In *TAPPI Engineering, Pulping, & Environmental Conferenc*. Nov. 5-8 (p. 156)
- 3.Aryaie, M.H., Shakeri, A., and Rezayati Charani, P. 2008. Chemicals and Biofuels Production from Cellulosic Wastes. The first Iranian Conference on Supplying Raw Materials and Development of Wood and Paper Industries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran. Pp: 76.
- 4.Francis, R.C., Amidon, T.E., Shin, N.H., Bolton, T.S. and Kanungo, D. 2007. Mild acid and alkaline treatments before kraft and Soda-AQ pulping. In 3rd International Conferenc on Eucalyptus Pulp, 4-7th March Belo Horizonte, Brazil
- 5.Frederick Jr, W.J., Lien, S.J., Courchene, C.E., DeMartini, N.A., Ragauskas, A.J. and Iisa, K. 2008. Co- Production of ethanol and cellulose fiber from Southern Pine: A technical and economic assessment. *Biomass and Bioenergy*. 32: 1293-1302.
- 6.Mendes, C.V.T., Carvalho, M.G. V.S., Baptista, C.M. S.G., Rocha, J.M.S., Soares, B.I.G., and Sousa, G.D.A. 2009. Valorisation of hardwood

- hemicelluloses in the kraft pulping process by using an integrated biorefinery concept. *Food and Bioproducts Processing*. 94: 1-11.
7. Renewable Energy Organization of Iran. 2008. 2:8. 3-4.
8. Testova, L. 2006. Hemicelluloses Extraction from Birch Wood Prior to Kraft Cooking: Extraction Optimisation and Pulp Properties Investigation. MSc Thesis, Dept. of Chemical Engineering and Geosciences, Division of Chemical Technology, Lulea University of Technology, Sweden. 69p.
9. Yoon, S.H., and van Heiningen, A. 2008. Kraft pulping and papermaking properties of hot-water pre-extracted Loblolly Pine in an integrated forest products biorefinery. *TAPPI JOURNAL*. 7: 7, 22-27.



Gorgan University of Agricultural
Sciences and Natural Resources

J. of Wood & Forest Science and Technology, Vol. 18(3), 2011
www.gau.ac.ir/journals

The Effect of Acid Catalysis in Hot Water Pre-extraction on Soda- AQ Pulping from Kenaf Stem

H. Resalati¹, *M.T. Asadollahzadeh² and A. Ghasemian³

¹Professor, Dept. of Wood and Paper Sciences and Technologies, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran, ²M.Sc., Pulp and Paper Technologies, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran, ³Assistant Prof., Dept. of Wood and Paper Sciences and Technologies, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran

Received: 2010-01-05; Accepted: 2011-05-31

Abstract

In the present research, kenaf chips have been pre-extracted to weight loss levels of about 8.5, 11.5 and 14.5%, based on oven dried Kenaf chips by hot water and acid catalyzed hot water prior to pulping process. Pre-extracted and un-pretreated (control sample) Kenaf chips were converted to pulp by soda-AQ process at three cooking times 60, 90 and 120 minutes. The results of pre-extraction stage indicated that pre-extraction time to achieve a specified weight loss has been reduced with addition acid catalysis (Sulphric Acid). The results of pulping indicated that pulp yield reduced by increasing cooking time as well as weight loss of Kenaf chips in pre-extraction stage. In terms of the average pulp yield and kappa number at constant cooking time, there were significant differences at 1% error level between un-extracted (control sample) and the chips pre-extracted to 8.5, 11.5 and 14.5% weight loss. As, control pulp had highest yield and kappa number and pre-extracted pulp, at 14.5% weight loss, had lowest yield. In addition, in terms of pulp yield there were significant differences at 1% error level between un-preextracted (control) Kenaf chips and samples extracted with pure hot water and acid catalyzed hot water at any weight loss levels of 8.5, 11.5 and 14.5%. Control pulp had highest and hot water pre-extracted pulp had lowest yield. Significant differences at 1% error level were observed between control sample and pre-extracted Kenaf chips at similar amounts of weight loss in terms of average pulp kappa but there were no significant differences for average kappa number between pulps pre-extracted from hot water and acid catalyzed treatments. The results of physical and strength properties of hand sheets showed that different strength amounts were reduced by increasing the amounts of pre-extracted weight loss from 8.5 to 14.5% for all second pre-extraction methods. On the other hands, strength amounts of pulp from hot water pre-extracted Kenaf chips were often lower than pulp samples pre-extracted by acid catalyzed hot water.

Keywords: Kenaf; Pre-extraction; Soda-anthraquinone; Hot water

*Corresponding Author; Email: mtasadollahzade@gmail.com