

## بررسی خواص فیلم‌های بسته‌بندی نانوکامپوزیتی فعال ضدمیکروبی حاوی نانوذرات خاک رس اصلاح‌شده آلی

سیده‌هایا<sup>۱</sup>، سیدجمال‌الدین پیغمبردوست<sup>۲</sup>

۱. دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

۲. استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

۳. استادیار علوم و تکنولوژی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه تبریز

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۷/۲۳-تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۱۱/۱۹)

### چکیده

در این تحقیق، نانوکامپوزیت‌های پلیمری با افزودن نانوذرات خاک رس اصلاح‌شده آلی به صورت فیلم بسته‌بندی تهیه شدند. خواص فیزیکی، مورفولوژی سطحی، و خواص مکانیکی فیلم‌های تولیدشده به ترتیب با آزمون‌های پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبی، مقاومت کششی (TS)، و ازدیاد طول تا نقطه شکست (E) بررسی شدند. برای بررسی فعالیت ضدمیکروبی فیلم‌ها از روش شمارش کلنی استفاده شد. نتایج آزمون میکروسکوپی الکترونی نحوه پخش نانوذرات خاک رس در بستر پلیمری را به صورت مناسب و یکنواخت نشان داد و تجمع نانوذرات خاک رس در مناطق گوناگون سطح شکست مشاهده نشد. نتایج آزمون مکانیکی فیلم‌ها نشان داد که افزودن نانوذرات باعث بهبود جزئی در خواص مکانیکی فیلم‌ها گردید اما اثر بهبوددهنده معنی‌داری در استحکام و ازدیاد طول تا نقطه شکست مشاهده نشد. آزمون میکروبی نشان داد که دو نوع خاک رس 15A و 20A در غلظت ۶درصد فعالیت ضدمیکروبی در مقابل استافیلوکوکوس اورئوس داشتند. در زمینه باکتری اشريشيا کلی همه انواع با مقادیر متفاوت از خاک رس خاصیت ضدمیکروبی داشتند. خاک رس نوع 30B در برابر استافیلوکوکوس اورئوس هی تأثیر بود، ولی همه مقادیر آن بیش از دو نوع دیگر در برابر اشريشيا کلی فعالیت ضدمیکروبی داشت.

کلیدواژگان: بسته‌بندی فعال، پلی‌اتیلن، رس، خواص ضدمیکروبی.

پلی‌اتیلن<sup>۳</sup>، پلی‌بروپیلن<sup>۴</sup>، و پلی‌استایرن<sup>۵</sup> مواد پلاستیکی قالب امروزی برای بسته‌بندی هستند که دلیل استفاده از آن‌ها استحکام بالا، وزن سبک، هزینه کم، فرایندپذیری آسان، و خواص محافظتی خوبشان در برابر آب است. در میان پلاستیک‌های پلی‌اولفینی، پلی‌اتیلن یکی از پرکاربردترین نوع است که دلیل آن فرایندپذیری عالی، خنثی‌بودن از نظر شیمیایی، ایمنی برای استفاده در موارد در تماس با مواد غذایی، ویژگی دوخت خوب با حرارت، و هزینه کم تولید است (Arora, 2012Hong & Padua, 2010& Rhim, 2012). معمول‌ترین ماده معدنی به کاررفته در ترکیب نانوکامپوزیت‌های استفاده شده در مواد بسته‌بندی، خاک رس نوع مونتموریلونیت<sup>۶</sup> است که به علت سازگاری با محیط، دسترسی آسان، و قیمت پایین، استفاده گسترده‌ای دارد. صفحات لایه‌ای رس روی یکدیگر انباشته می‌شوند و از طریق نیروهای واندروالسی فواصل ۱ نانومتر در کنار

### مقدمه\*

بسته‌بندی واسطه‌ای بین محصول تولیدشده و مشتری است که با کمک حفظ کیفیت اصلی محصولات بسته‌بندی شده اطلاعات و خصوصیات آن را برای مشتری فراهم می‌کند. مهم‌ترین عملکرد بسته‌بندی، به تأخیرانداختن نابودی ارزش محصولات غذایی، افزایش ماندگاری، و حفظ کیفیت و سلامتی غذاهای بسته‌بندی شده است. برای افزایش تأثیرگذاری این عملکرد بسته‌بندی، برخی عوامل فعال را با سیستم بسته‌بندی ترکیب می‌کنند. علاوه بر کاربردهای اساسی و بسیار بسته‌بندی فعال، بسته‌بندی ضدمیکروبی<sup>۱</sup> رابطه نزدیک‌تری با بهبود سلامتی غذا دارد که دوره کمون یا تأخیر<sup>۲</sup> رشد میکروبی را افزایش می‌دهد و باعث کاهش سرعت رشد و شمارش نهایی می‌شود (Juneja, & Tewari, 2007). مواد پلیمری حاصل از مشتقات نفتی مانند

3. Polyethylene, PE

4. Polypropylene, PP

5. Polystyrene, PS

6. Montmorillonite (MMT)

\* نویسنده مسئول: peighambardoust@tabrizu.ac.ir

1. Antimicrobial Packaging

2. Lag Phase

### روش تهیه نانوکامپوزیت‌ها و فیلم‌ها

برای مخلوط کردن مواد اولیه و انجام فرایند اکستروژن و تهیه نانوکامپوزیت مورد نظر، از اکسترودر تجاری PLATEK SM ساخت کشور کره استفاده شد. درجه حرارت مناطق گوناگون اکسترودر از قسمت تغذیه تا خروجی به ترتیب ۱۲۵، ۱۴۵، ۱۵۵، ۱۷۰، ۱۸۵، ۱۹۵، ۱۹۵، ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم شد. فشار اکسترودر ۱۲/۵ بار و دمای ذوب ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد بود. پس از اطمینان از تمیزشدن مسیر و ایجاد شرایط مذکور، پلی‌اتیلن و نانوذرات خاک رس اصلاح شده آلى با درصدهای معین وزن شده به‌خوبی با هم مخلوط و از طریق قیف تغذیه وارد محفظه اکسترودر شدند. مواد طی عبور از اکسترودر ذوب و با اعمال انواع نیروهای برشی و فشار به‌طور کامل با هم مخلوط شدند. مذاب حاصل به‌صورت رشتہ از قالب انتهایی اکسترودر خارج شد و با عبور از حوضچه آب سرد، خنک شد و وارد دستگاه گرانول‌ساز گردید. برای تولید فیلم نیز از اکسترودر دوپیچه همانند اکسترودر بخش کامپاند با نام Castiny ساخت کشور ایتالیا استفاده شد. در این مرحله گرانول‌های تهیه شده از قسمت تغذیه وارد دستگاه شدند و بعد از حرارت‌دهی و اختلاط، به‌صورت فیلمی نازک روی غلطک خنک‌کننده پخش شدند و همزمان با خنک‌شدن به‌وسیله چند غلتک سرد متوالی<sup>۱</sup> کشیده و در انتهای دستگاه به دور لوله‌ای چرخانده شد. دمای نواحی گوناگون این اکسترودر نیز به‌ترتیب ۲۳۹، ۲۳۹، ۲۲۳، ۲۲۳، ۲۱۵، ۲۱۵ درجه سانتی‌گراد بود. جدول ۱ ترکیب دقیق نمونه‌های نانوکامپوزیتی تهیه شده را نشان می‌دهد.

جدول ۱. ترکیب نمونه‌های تهیه شده

| Cloisite<br>30B<br>wt.% | Cloisite<br>20A<br>wt.% | Cloisite<br>15A<br>wt.% | LDPE-<br>g-MA<br>wt.% | LDPE<br>wt.% | مقدار مواد |    |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|------------|----|
|                         |                         |                         |                       |              | تیمارها    | ۱  |
| .                       | .                       | ۲                       | ۲                     | ۹۶           |            |    |
| .                       | .                       | ۴                       | ۴                     | ۹۲           |            | ۲  |
| .                       | .                       | ۶                       | ۶                     | ۸۸           |            | ۳  |
| .                       | ۲                       | .                       | ۲                     | ۹۶           |            | ۴  |
| .                       | ۴                       | .                       | ۴                     | ۹۲           |            | ۵  |
| .                       | ۶                       | .                       | ۶                     | ۸۸           |            | ۶  |
| ۲                       | .                       | .                       | ۲                     | ۹۶           |            | ۷  |
| ۴                       | .                       | .                       | ۴                     | ۹۲           |            | ۸  |
| ۶                       | .                       | .                       | ۶                     | ۸۸           |            | ۹  |
| .                       | .                       | .                       | ۰                     | ۱۰۰          |            | ۱۰ |

4. Chill-Rolls

یکدیگر باقی می‌مانند. این فضاهای اغلب با کاتیون‌ها و به‌طور معمول کاتیون‌های قلیایی و قلیایی خاکی مانند  $\text{Na}^+$  و  $\text{K}^+$  ... اشغال می‌شوند و با ترکیب آکیل آلومینیوم اصلاح و به نام خاک رس اصلاح شده آلى<sup>۱</sup> مطرح می‌شوند. جایگیری لایه‌های خاک رس در بین زنجیرهای پلیمری و برقراری برهمکنش‌های قوی، باعث تقویت شبکه پلیمری و بهبود خواص مکانیکی، بازدارندگی در برابر گازها، کاهش نفوذ پذیری به بخار آب، افزایش مقاومت حرارتی، ایجاد خواص ضد میکروبی، و افزایش کارایی فیلم در استفاده به‌عنوان بسته‌بندی فعال در مواد غذایی می‌شود. ترکیب کردن مقدار جزئی خاک رس اصلاح شده آلى به پلی‌اتیلن تا حد زیادی خواص مکانیکی و حفاظتی آن را افزایش Dadfar ; Azeredo, 2009 ; Nguyen & Baird, 2006 (et al., 2011).

### مواد و روش‌ها

#### مواد استفاده شده در تهیه فیلم

برای تهیه ماتریس پلیمری، از پلیمر پلی‌اتیلن با دانسیتی پایین گردید LH0075 محصول تولیدی شرکت پتروشیمی بندر امام استفاده شده است. خاک رس اصلاح شده آلى استفاده شده در این تحقیق از نوع Cloisite 15A، Cloisite 20A، و 30B از شرکت Southern Clay خریداری شد. برای افزایش سازگاری خاک رس با ماتریس پلی‌اتیلن، سازگاردهنده پلی‌اتیلن پیوندشده با مالئیک اندیردید به نسبت ۱:۱ خاک رس از شرکت کیمیا جاوید سپاهان تهیه شد.

#### مواد استفاده شده در آنالیزهای میکروبی

برای انجام آنالیزهای میکروبی از باکتری اشربیشا کلی ATCC 25922 به‌عنوان نماینده میکروارگانیسم‌های گرم منفی و از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 29523 به‌عنوان نماینده میکروارگانیسم‌های گرم مثبت استفاده شده است که از بخش میکروب‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تهیه شدند. برای کشت این دو میکروارگانیسم، محیط‌های کشت اختصاصی وایولت رد بایل دکستروز آگار<sup>۲</sup> برای کشت اشربیشا کلی و از محیط مانیتول سالت آگار<sup>۳</sup> برای کشت استافیلوکوکوس اورئوس استفاده شدند. محیط کشت مانیتول سالت آگار از شرکت میرمیدیا ایران و محیط کشت وایولت رد بایل آگار از شرکت شارلو ایتالیا تهیه شده‌اند.

1. Organo Clay, OC

2. Violet Red Bile Dextrose Agar (VRBDA)

3. Mannitol Salt Agar (MSA)

مقاومت کششی (TS) و ازدیاد طول تا نقطه شکست (E) بررسی شد. استحکام کششی فیلم و درصد ازدیاد طول در نقطه شکست در دمای اتفاق انجام شد و با توجه به روش اصلاح شده استاندارد ASTM D882 با دستگاه آزمون عمومی اینسترون (Instron) (Tinius Olsen) مدل 0721 H10KS، انگلستان، معاونت غذا و داروی ارومیه با میزان بارگذاری ۲۵۰ نیوتن انجام شد. فاصله دو فک ۵ سانتی‌متر و سرعت حرکت دو فک مقابل ۵۰۰ میلی‌متر بر دقیقه تنظیم شد. عرض نمونه‌ها ۱۵ میلی‌متر و طول آن‌ها کمی بیش از ۵ سانتی‌متر بود. اندازه‌گیری TS و E برای هر نمونه فیلم دو بار تکرار شد و نتایج به صورت میانگین نشان داده شد (Peacock, 2000; Arunvisut et al, 2007).

**آنالیز آماری داده‌ها**  
 برای آنالیز آماری تیمارها از نرمافزار 15 Minitab و تحلیل و ارزیابی One Way ANOVA در سطح احتمال ۵ درصد ( $p < 0.05$ ) و آزمون توکی برای تأیید وجود اختلاف معنی‌دار بین میانگین‌ها استفاده شده است. آزمایش‌ها در دو تکرار انجام شد و نتایج به صورت میانگین دو تکرار بیان شده است. در زمینه بررسی آماری خواص مکانیکی نیز در نرمافزار 15 Minitab از آزمون T-Test برای مقایسه نمونه‌های تولید شده استفاده شده است.

## نتایج و بحث

### آنالیز پراش اشعه ایکس

الگوهای پراش اشعه ایکس نمونه‌های تولید شده در شکل ۱ نشان داده شده است. در الگوهای پراش اشعه ایکس هر نانوذره پیک‌هایی مشاهده می‌شود که مربوط به فواصل بین لایه‌های خاک رس ( $d_{001}$ ) است که این فواصل با رابطه برآگ<sup>۱</sup> محاسبه می‌شود. مقادیر فواصل بین لایه‌های سه نوع خاک رس خردباری شده با مقدار ادعای شده توسط شرکت سازنده بسیار مشابه بود که اعداد آنها در جدول ۲ آمده است.

با بررسی الگوهای پراش اشعه ایکس نمونه‌های نانوکامپوزیتی حاوی ۶ درصد وزنی هر سه نانوذره، بعد از اختلاط نانوذرات و بستر پلی‌اتیلنی به صورت پیک پهن مشاهده شد. وجود پیک پهن در الگوهای پراش اشعه ایکس نشان‌دهنده حالت ورقه‌ای کامل نیست، اگرچه در اکثر دسته‌های موادی نانوذرات رس به دلیل تنش‌های برشی زیاد در اکسیژن و نفوذ پلی‌اتیلن به داخل لایه‌های سیلیکاتی خاک رس صفحات دورتر

### تعیین مشخصات فیلم‌های تهیه شده

#### آنالیز پراش اشعه ایکس

آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) نمونه‌های نانوکامپوزیتی تهیه شده دارای خاک رس با طیف‌سنج اشعه ایکس با منبع تشعشع Cu-ka با طول موج  $\lambda = 1.54 \text{ \AA}$  و ولتاژ کاری ۴۰ کیلوولت و جریان ۳۰ میلی‌آمپر انجام شد (مرکز زمین‌شناسی شمال‌غرب کشور). الگوهای پراش ایکس نمونه‌های آزمایش شده در محدوده ۲۰° بین ۱۰° تا ۱۵° با اندازه گام  $0.02^\circ/\text{sec}$  در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد به دست آمدند (Hotta & Paul, 2004).

### میکروسکوپ الکترونی روبشی

آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای مشاهده سطح شکست نانوکامپوزیت‌ها انجام شد. برای دست‌یابی به سطح شکست مطلوب، نمونه‌ها در نیتروژن مایع قرار گرفتند. بعد از تردشدن کامل آنها، دچار شکست شدند و سطح مقطع شکست آنها ابتدا با دستگاه پوشش‌دهی با لایه نازکی از طلا روکش دار شد و سپس توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (MIRA3 FEG-SEM ساخت شرکت Tescan جمهوری چک، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز) در ۳ کیلوولت در اتمسفر خنثی با  $kx = ۳۵۰$  بزرگنمایی بررسی شد (Zhong et al, 2007).

### آزمون‌های میکروبی

برای انجام آنالیزهای میکروبی، فیلم‌های تولید شده به صورت دایره‌هایی با قطر ۵ سانتی‌متر با ضخامت یکسان بریده شد و دیسک‌هایی تهیه شده در داخل دو فالکون ۱۵ سی‌سی استریل مجزا قرار گرفت. هر میکرووارگانیسم به صورت مجزا در محیط کشت نوتریمنت براث به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد تا رسیدن به مقادیر اولیه مناسب ( $7/۳ \times 10^9$  برای اشريشيا كلى و  $8 \times 10^8$  برای استافيلوكوكوس اورئوس) گرم‌خانه‌گذاری شد و پس از این مدت از هر کدام ۱۰ سی‌سی به داخل فالکون‌های حاوی دیسک‌ها اضافه گردید. فالکون‌های حاوی فیلم و میکرووارگانیسم‌ها به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌خانه‌گذاری شد و بعد از تهیه رقت مورد نظر ( $10^6$  و  $10^7$ ) و کشت روی محیط مخصوص هر باکتری و گرم‌خانه‌گذاری به مدت ۲۴ ساعت در همان دما، شمارش تعداد کلی‌های تشکیل شده در واحد میلی‌لیتر (cfu/ml) انجام گرفت (Rhim, 2012Hong &

### آنالیز خواص مکانیکی




به منظور بررسی خواص مکانیکی فیلم‌های نانوکامپوزیتی،

به اثبات می‌رساند. اگرچه انتظار می‌رفت ساختار نانوکامپوزیتی ایجادشده از نوع ورقه‌ای کامل باشد، ولی بهدلیل عدم سازگاری کامل بستر پلی‌اتیلنی و نانوذرات خاک رس اصلاح شده آلى و وجود پیک‌های پهن با زوایای ۲۰° بیشتر، می‌توان نتیجه گرفت که ساختار ایجادشده از نوع لایه‌ای سورفای ا است، به این معنی که در ۷۰-۶۰ درصد دسته‌های خاک رس بهدلیل قرارگیری پلی‌اتیلن در بین لایه‌ها، فواصل صفحات افزایش یافته که باعث پهن شدن پیک شده است، ولی فاصله صفحات در ۴۰-۳۰ درصد دسته‌های باقی‌مانده بهدلیل تنش‌های برشی بالا کمتر و باعث مشاهده پیک و حرکت آن به سمت زوایای بالاتر شده است که این مشاهدات در راستای یافته‌های Hotta & Paul (2004) و Rhim & Hong (2009) و Rhim & Hong (2012) قرار داشت.

#### میکروسکوپ الکترونی روبشی

تصاویر به دست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی با مقیاس ۱ میکرومتر برای نمونه‌های تولیدشده مربوط به نانوکامپوزیت‌های تهیه شده با مقدار ۴ درصد وزنی از هر نوع نانوذره خاک رس اصلاح شده آلى است که در شکل ۲ مشاهده می‌شود. با مقایسه تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی تهیه شده از سطح شکست نانوکامپوزیت‌ها و تصویر پلی‌اتیلن خالص دارای سطح صاف و یکنواخت، مشاهده می‌شود که در نانوکامپوزیت تهیه شده با خاک رس Cloisite 15A بهدلیل سازگاری کم آن با ماتریس پلیمری، ساختاری درشت با تجمع ذرات دیده می‌شود که باعث زبری فیلم تولیدشده می‌شود. در تصویر مربوط به نانوکامپوزیت تهیه شده با خاک رس Cloisite 20A، سطحی صاف و پخش یکنواخت ذرات دیده می‌شود که بهدلیل سازگاری بیشتر این نوع نانوذره با ماتریس پلی‌اتیلن دانسیتی پایین است که فیلم تولیدی از این نوع نانوذره نیز سطحی صاف و شفاف و ظاهری مطلوب دارد که این نتایج با یافته‌های Hong & Rhim (2012) مطابه است. همچنین در تصویر حاصل از نانوکامپوزیت تولیدشده با خاک رس 30B، ذرات کلوخه‌ای ریزتری مشاهده می‌شود که بهدلیل سازگاری کمتر آن در مقایسه با خاک رس نوع 20A است که Marini et al. (2010) نیز نتیجه مشابهی مشاهده کرده‌اند.

برای اطمینان از نحوه پخش مناسب نانوذرات خاک رس در ماتریس پلیمری، نقشه اشعه ایکس از نمونه‌ها نیز تهیه شد. شکل ۳ نشان‌دهنده نقشه اشعه ایکس نانوذرات خاک رس در نانوکامپوزیت‌ها است، همان‌طور که مشاهده می‌شود تقریباً نحوه پخش نانوذرات خاک مناسب است و تجمع و آگلومریزاسیون در مناطق گوناگون سطح شکست ظاهرآ مشاهده نمی‌شود.

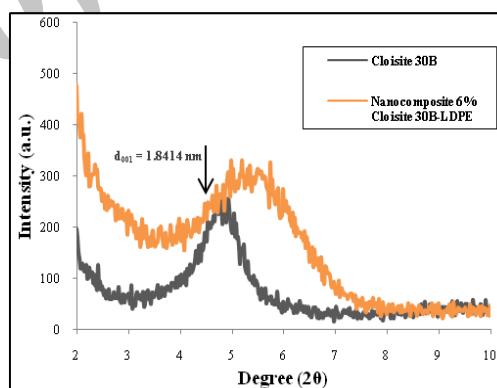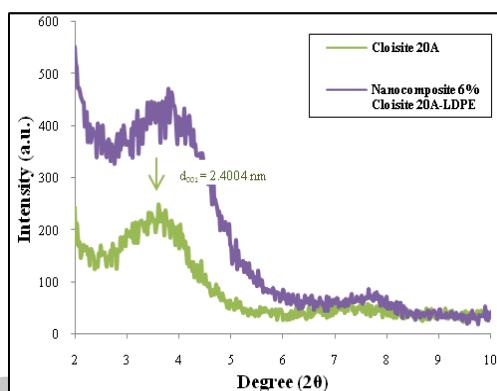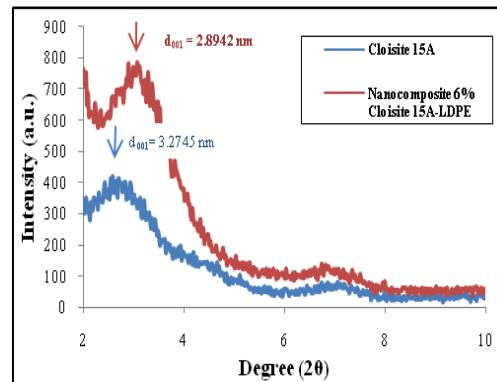


شکل ۱. الگوهای پراش اشعه ایکس نانوکامپوزیت‌های LDPE-OMMT


جدول ۲. مقایسه مقدار  $d_{001}$  نانوذرات در الگوهای پراش اشعه ایکس

| نوع<br>Cloisite | $d_{001}$ حاصل از آنالیز<br>(nm) | $d_{001}$ ادعای شرکت<br>(nm) | سازنده<br>(nm) |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|
| 15 A            | ۳/۲۷                             | ۳/۱۵                         |                |
| 20 A            | ۲/۴۰                             | ۲/۴۲                         |                |
| 30 B            | ۱/۸۴                             | ۱/۸۵                         |                |

شده‌اند. اما این بازشدگی لایه‌های نانوذرات رس به حدی نبوده است که حالت موادی صفحات را به طور کامل برهم زند و عدم مشاهده پیک ایجاد شود. علاوه بر این، بعضی از لایه‌های خاک رس در عمل اختلاط مذاب از هم باز نشده‌اند و تحت تأثیر تنش‌های برشی واردشده فواصل آنها کمتر نیز شده است که جایه‌جایی پیک پهن به سمت زوایای ۲۰° بیشتر، این موضوع را

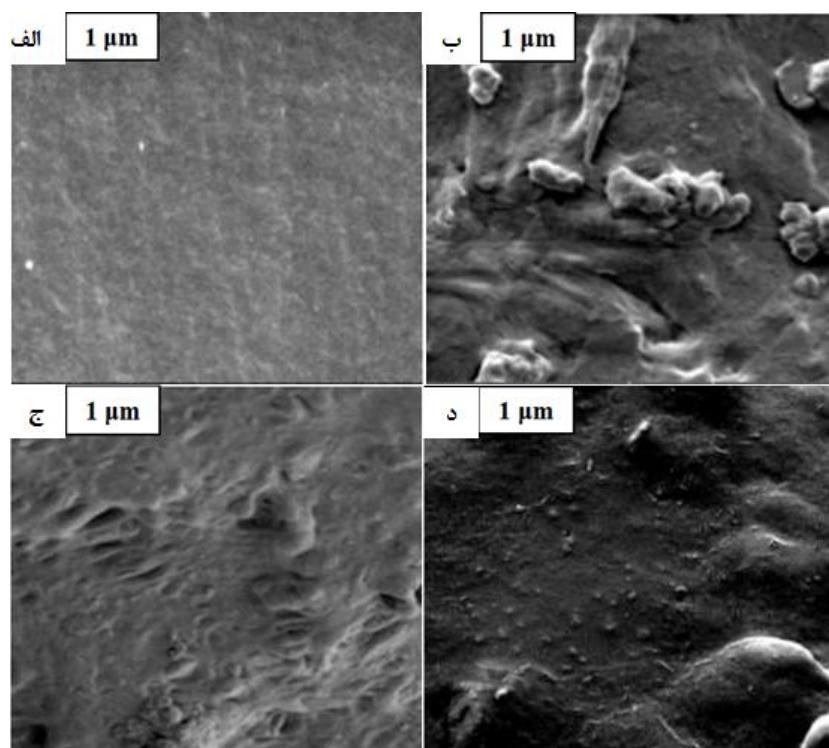

شکل ۲. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی، (الف) LDPE-Cloisite 30B، (ب) LDPE-Cloisite 20A، (ج) LDPE-Cloisite 15A و (د) LDPE-Cloisite 30B

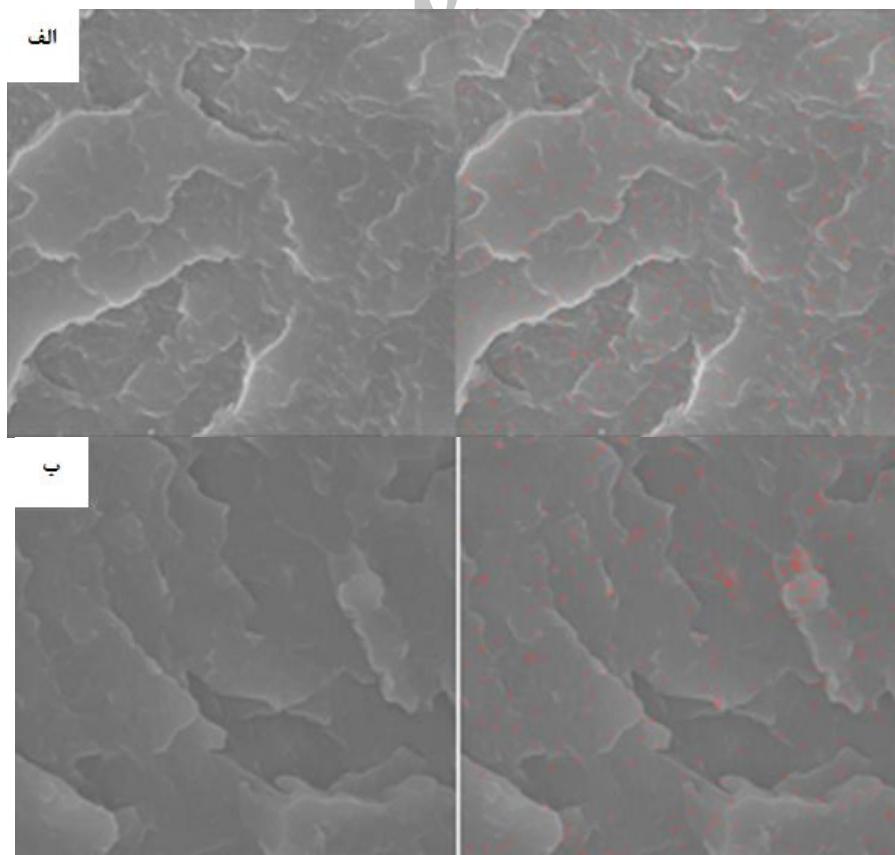

شکل ۳. نقشه اشعه ایکس همراه با تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نانوکامپوزیت‌های حاوی ۴ درصد وزنی خاک رس نوع (الف) Cloisite 20A و (ب) Cloisite 30B

در مورد خاک رس نوع Cloisite 20A در برابر استافیلوكوکوس اورئوس بین نمونه‌های حاوی ۲ و ۴ درصد وزنی از این نانوذره با پلی‌اتیلن خالص تفاوت معنی‌داری وجود نداشت و هیچ گونه خاصیت ضدبیکروبی مشاهده نشد، ولی مقدار عدrcd وزنی خاصیت ضدبیکروبی شایان توجهی ایجاد کرده بود ( $R^2=0.05$ ,  $p<0.05$ ). در زمینه باکتری/اشریشیا کلی نیز مشخص شد که بین تمام مقادیر این نانوذره با نمونه شاهد با ضریب تعیین  $18/99$  درصد و  $0.05$ ,  $p<0.05$  خاصیت ضدبیکروبی اعمال می‌کند، ولی بین مقادیر گوناگون آن از نظر برتری تأثیر ضدبیکروبی تفاوتی مشاهده نشده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق در مورد این نانوذره مخالف نتایج کارهای تحقیقاتی مشابه انجام شده محققانی همچون (Rhim 2009) (2009)، (Hong & Rhim 2012) و (Sothornvit et al. 2012) است که در این بررسی‌ها هیچ گونه خاصیت ضدبیکروبی در نانوذره خاک رس اصلاح شده آلی نوع Cloisite 20A مشاهده نشده است. درباره فعالیت ضدبیکروبی نانوذرات نوع 30B نیز در برابر استافیلوكوکوس اورئوس مشاهده شد که همه مقادیر خاصیت ضدبیکروبی ندارند ( $p>0.05$ ), ولی فعالیت ضدبیکروبی این نانوذره در برابر اشریشیا کلی بسیار شدید با ضریب تعیین بالا  $84/99$  درصد) بین تمام مقادیر و پلی‌اتیلن شاهد بوده است، ولی در بین مقادیر متفاوت آن از نظر بازدارندگی تفاوت چندانی به چشم نخورده است ( $p>0.05$ ). اثر ضدبیکروبی این نانوذره در تحقیقات گوناگون نیز به اثبات رسیده است (Rhim & Hong, 2008; Sothornvit et al., 2009; Nigmatullin et al., 2008). احتمالاً تفاوت نانوذرات در اعمال چنین خواصی به دلیل نوع اصلاح‌کننده آلی، مقدار آن و نوع زنجیر طولی مربوط به هر نانوذره و همچنین نوع میکرووارگانیسم آزمایش شده است. مشاهده می‌شود که اثر ضدبیکروبی نانوذرات بر میکرووارگانیسم گرم منفی آزمایش شده بیشتر از نوع گرم مثبت است که این امر به دلیل ضخیم بودن دیواره پپتیدوگلیکان این میکرووارگانیسم‌ها و اثر محافظتی آن در بقای سلول است. از بین همه نمونه‌ها، نمونه حاوی عدrcd وزنی خاک رس نوع 20A بهترین نمونه برای استافیلوكوکوس اورئوس و نمونه حاوی عدrcd وزنی خاک رس نوع 30B بهترین نمونه برای اشریشیا کلی بوده است. در شکل ۴ تصاویر از بین رفتنهای تشكیل کلونی‌های هر کدام از باکتری‌ها با نانوکامپوزیت‌های حاوی خواص ضدبیکروبی نشان داده شده است.

### نتایج خواص مکانیکی

استحکام کششی (TS) و ازدیاد طول در نقطه شکست (E) در جهت متقاطع (<sup>1</sup>TD) هر یک از فیلم‌های حاوی ۶ درصد از نانوذرات خاک رس اصلاح شده آلی بررسی شد. بررسی نتایج مکانیکی فیلم‌های نانوکامپوزیتی نشان می‌دهد که با اضافه کردن نانوذرات اثر زیادی در استحکام و ازدیاد طول تا نقطه شکست مشاهده نمی‌شود، اگرچه افزودن این ترکیبات باعث بهبود جزئی در مقادیر مقاومت کششی گردید. مقادیر مربوط به ازدیاد تا نقطه شکست نیز در مقایسه با نمونه شاهد افزایش نشان داد، ولی این افزایش مقدار گرچه از نظر عددی شایان توجه است، ولی از نظر آماری تفاوت معنی‌دار نشان نداد ( $p>0.05$ , جدول ۳). تأثیرات جزئی افزودن نانوذرات در فرمولاسیون روی خواص مکانیکی فیلم‌های پلی‌اتیلنی می‌تواند به علت سازگاری کم و عدم برقراری پیوندهای شیمیایی قوی بین نانوذرات و ماتریس پلیمری باشد. بر همین اساس، طبق نتایج میکروسکوپ الکترونی رویشی، به دلیل سازگاری بیشتر خاک رس اصلاح شده آلی نوع 20A با ماتریس LDPE، بهبود خواص مکانیکی در فیلم حاوی این نانورس بیشتر از دو نوع دیگر بوده است.

### نتایج آزمون میکروبی

طبق مطالعات انجام شده با نرم‌افزار Minitab، مشخص شد که تفاوت معنی‌داری بین فعالیت ضدبیکروبی پلی‌اتیلن خالص با نانوکامپوزیت‌های تولید شده از نانوذرات خاک رس نوع Cloisite 15A در مقادیر ۲ و ۴ درصد وزنی در برابر باکتری استافیلوكوکوس اورئوس وجود نداشت ( $p>0.05$ ), ولی درباره ۶ درصد وزنی از این نوع خاک رس این تفاوت با ضریب تعیین  $0.04/97$  درصد معنی‌دار بوده است ( $p<0.05$ ). در زمینه باکتری اشریشیا کلی هر سه مقدار نانوذره با پلی‌اتیلن خالص خاصیت ضدبیکروبی از خود نشان دادند، ولی بین دو مقدار ۴ و ۶ درصد وزنی معنی‌دار نبود و این دو مقدار در مقایسه با مقدار ۲ درصد وزنی خاصیت ضدبیکروبی بیشتری اعمال کرده‌اند ( $p<0.05$ ,  $R^2=0.77/99$ ). مقادیر مربوط به فعالیت باکتری‌ها در فیلم پلی‌اتیلن خالص نیز برای استافیلوكوکوس اورئوس  $0.367\pm 0.088$  و برای اشریشیا کلی  $0.173\pm 0.086$  (Log cfu/ml) است. نتایج میکروبی به دست آمده در جداول ۴ و ۵ به ترتیب برای باکتری‌های استافیلوكوکوس اورئوس و اشریشیا کلی آمده است.

1. Transverse Direction

جدول ۳. نتایج آزمون‌های مکانیکی برای نانوکامپوزیت‌های حاوی ۶ درصد نانورس اصلاح شده آلی

| نوع فیلم (نانوذره)    | آزمون مکانیکی<br>از دید طول تا نقطه شکست<br>(MPa)(TS)<br>(E)(درصد) | مقاومت کششی (MPa)(TS) | از دید طول تا نقطه شکست |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Cloisite 15A          | ۳۴۰,۱  | ۸,۵۳                  |                         |
| Cloisite 20A          | ۳۷۸  | ۹,۳۹                  |                         |
| Cloisite 30B          | ۲۹۲,۹  | ۷,۹۷                  |                         |
| پلی‌اتیلن خالص (شاهد) | ۹۰,۹   | ۶,۴۷                  |                         |

\* نتایج به صورت میانگین ± دو تکرار گزارش شده است.

جدول ۴. نتایج ترکیب تیمارهای تهیه شده برای بررسی مقایسه فعالیت ضد میکروبی نانوذرات در برابر استافیلکوکوس اورئوس


| نوع فیلم (نانوذره) | مقدار نانوذره | درصد وزنی<br>(Log cfu/ml) | درصد وزنی<br>(Log cfu/ml) | درصد وزنی<br>(Log cfu/ml) | درصد وزنی<br>(Log cfu/ml) |
|--------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Cloisite 15A       |               | ۸,۷۴ ± ۰,۰۲               | ۸,۹۷ ± ۰,۰۰               | ۸,۹۲ ± ۰,۰۰               |                           |
| Cloisite 20A       |               | ۸,۳۴ ± ۰,۲۲               | ۸,۸۶ ± ۰,۰۰               | ۸,۸۷ ± ۰,۰۳               |                           |
| Cloisite 30B       |               | ۸,۷۳ ± ۰,۰۹               | ۸,۵۷ ± ۰,۳۰               | ۸,۷۱ ± ۰,۰۵               |                           |

\* نتایج به صورت میانگین ± انحراف معیار از دو تکرار گزارش شده است.

جدول ۵. نتایج ترکیب تیمارهای تهیه شده برای بررسی مقایسه فعالیت ضد میکروبی نانوذرات در برابر اشريشیا کلی

| نوع فیلم (نانوذره) | مقدار نانوذره | ۲ درصد وزنی<br>(Log cfu/ml) | ۴ درصد وزنی<br>(Log cfu/ml) | ۶ درصد وزنی<br>(Log cfu/ml) | ۸ درصد وزنی<br>(Log cfu/ml) |
|--------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cloisite 15A       |               | ۹,۵۴ ± ۰,۰۱                 | ۸,۸۱ ± ۰,۰۰                 | ۸,۸۸ ± ۰,۰۵                 |                             |
| Cloisite 20A       |               | ۸,۸۲ ± ۰,۰۰                 | ۸,۸۵ ± ۰,۰۳                 | ۸,۷۶ ± ۰,۱۱                 |                             |
| Cloisite 30B       |               | ۸,۷۰ ± ۰,۰۰                 | ۸,۸۰ ± ۰,۰۰                 | ۸,۷۹ ± ۰,۰۵                 |                             |

\* نتایج به صورت میانگین ± انحراف معیار از دو تکرار گزارش شده است.

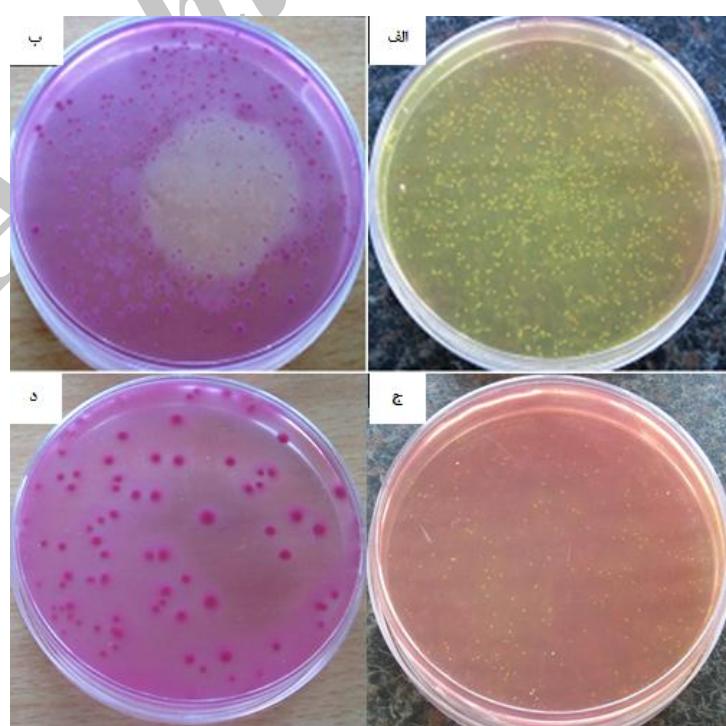

شکل ۴. نتایج میکروبی فیلم‌های تولیدی پلی‌اتیلنی خالص برای: (الف) استافیلکوکوس اورئوس (رقت  $10^8$ )، (ب) اشريشیا کلی (رقت  $10^9$ ) و بهترین نمونه‌های نانوکامپوزیتی حاصل در برابر، (ج) استافیلکوکوس اورئوس با نمونه LDPE-6% Cloisite 30B، (د) اشريشیا کلی با نمونه LDPE-6% Cloisite 20A (رقت  $10^7$ )

دو نوع دیگر در برابر /اشریشیا کلی فعالیت ضدمیکروبی دارد. از بین همه نمونه‌ها، نمونه حاوی عدرصد وزنی خاک رس نوع 20A بهترین نمونه برای استافیلوکوکوس /ورئوس و نمونه حاوی عدرصد وزنی خاک رس نوع 30B بهترین نمونه برای /اشریشیا کلی بوده است. همچنین نتایج مربوط به خواص مکانیکی فیلم‌ها تفاوت معنی‌داری با نمونه شاهد نشان نداد. بدین معنی که در صورت استفاده از نانوذرات خاک رس اصلاح شده آلی در تولید نانوکامپوزیت‌های پلی‌اتیلنی، علاوه بر حفظ خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم، فیلم‌های تولیدشده خواص ضدمیکروبی نیز خواهند داشت.

## REFERENCES

- Arora A., Padua G.W. (2010). Review: Nanocomposites in food packaging. *Journal of Food Science*, 75(1), 43-49.
- Arunvisut S., Phummanee S., Somwangthanaroj A., (2007). Effect of clay on mechanical and gas barrier properties of blown film LDPE/clay nanocomposites. *Applied Polymer Science*, 106, 2210–2217.
- Azeredo H. M.C de. (2009). Nanocomposites for food packaging applications. *Food Research International*, 42, 1240–1253.
- Dadfar S.M.A., Alemzadeh I., Dadfar S.M.R., Vosoughi M. (2011). Studies on the oxygen barrier and mechanical properties of low density polyethylene/organo clay nanocomposite films in the presence of ethylene vinyl acetate copolymer as a new type of compatibilizer. *Materials and Design*, 32, 1806–1813.
- Hong S., Rhim J.W. (2012). Preparation and properties of melt-intercalated linear low density polyethylene/clay nanocomposite films prepared by blow extrusion. *LWT - Food Science and Technology*, 48, 43-51.
- Hotta S., Paul D.R. (2004). ‘Nanocomposites formed from linear low density polyethylene and Organoclays’. *Polymer* 45, 7639–7654.
- Marini J., Branciforti M.C., Vercelino Alves R.M., Suman Bretas R.E. (2010). Effect of EVA as compatibilizer on the mechanical properties, permeability characteristics, lamellae orientation, and long period of blown films of HDPE/clay nanocomposites. *Journal of Applied Polymer Science* 118, 3340–3350.
- Nigmatullin R., Gao F., Konovalova V. (2008). Polymer-layered silicate nanocomposites in the design of antimicrobial materials. *Master Science*, 43, 5728-5733.
- Nguyen Q. T., Baird D. G. (2006). Preparation of Polymer–Clay Nanocomposites and Their Properties. *Advances in Polymer Technology*, Vol 25(4), 270–285.
- Peacock A.J., (2000). ‘Handbook of polyethylene: Structures, properties, and applications’. Marcel Dekker, 1-6.
- Rhim J.W. (2009). Biopolymer-based antimicrobial nanocomposite films. *Food Science and Technology*, 612–617.
- Sothornvit R., Rhim J.W., Hong S. (2009). Effect of nano-clay type on the physical and antimicrobial properties of whey protein isolate/clay composite films. *Journal of Food Engineering*, 91, 468–473.
- Tewari G. and Juneja V.K. (2007). *Advances in Thermal and Non-Thermal Food Preservation*. Blackwell Publishing, 169-185.
- Zhong Y., Janes D., Zheng Y., Hetzer M., Kee D., (2007). Mechanical and oxygen barrier properties of organoclay-polyethylene nanocomposite films. *Polymer Engineering and Science*, 1101-1107.

## نتیجه‌گیری

در بررسی ویژگی‌های فیزیکی مشخص شد که خاک رس نوع Cloisite 20A بهدلیل سازگاری بهتر با ماتریس پلی‌اتیلن بهصورت یکنواخت در ماتریس پلیمری پخش شده و ظاهری صاف ایجاد کرده است. نتایج ضدمیکروبی نشان داد که مقادیر ۲ و ۴ درصد دو نوع خاک رس Cloisite 15A و 20A فعالیت ضدمیکروبی در مقابل استافیلوکوکوس /ورئوس نداشتند، ولی مقادیر ۶ درصد آنها خاصیت ضدمیکروبی اعمال کرده است. در باکتری /اشریشیا کلی همه مقادیر خاک رس خاصیت ضدمیکروبی داشتند. خاک رس نوع 30B در برابر استافیلوکوکوس /ورئوس بی تأثیر بود ولی همه مقادیر آن بیش از