

مقایسه میزان چسبندگی و کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکنس بر روی سه نوع ماده بهسازی بافت در شرایط آزمایشگاهی

دکتر عباس فلاح تفتی^۱، دکتر عباسعلی جعفری ندوشن^{*}، دکتر فریدون سلطانی^۱،
دکتر زینب ابراهیمی مقدم^۲، فرزانه میرزایی^۳

چکیده

مقدمه: استوماتیت ناشی از دنچر از عوارض مهم متعاقب استفاده از دنچر در افراد سالخورده است که ناشی از کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکنس می‌باشد. کاربرد ماده بهسازی بافت جهت تطابق بیشتر سطح دنچر با بافت‌های دهان برای جلوگیری از استوماتیت ناشی از دنچر به کار می‌رود؛ اما این مواد خود زمینه مساعدی را برای چسبندگی و کلونیزاسیون بیشتر عوامل میکروبی دهان از جمله کاندیدا فراهم می‌کنند. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه میزان چسبندگی و کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکنس بر روی سه نوع ماده بهسازی بافت رایج بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، ۱۸ دیسک از سه نوع ماده بهسازی بافت رایج Visco-gel، GC-Reline و Acrossoft به قطر ۵ و ضخامت ۱ میلی‌متر تهیه شد و به مدت ۴۸ ساعت در سوسپانسیون 1×10^5 CFU/ml کاندیدا آلبیکنس در دمای ۳۷ درجه جهت تشکیل بیوفیلم تجربی انکوبه گردید. سپس دیسک‌ها با سرم فیزیولوژی استریل شستشو داده شد و در پایان میزان سلول‌های کاندیدا چسبیده به هر گروه با کشت بر روی محیط سابور و دکستروز شمارش و به کمک آزمون‌های ANOVA و Tukey مقایسه شدند. میزان $p \leq 0.05$ از نظر آماری معنی‌دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: در این مطالعه مواد بهسازی بافت Visco-gel و Acrossoft به ترتیب با میانگین $14378/9$ CFU/ml و $32227/2$ CFU/ml دارای بیشترین و کمترین میزان چسبندگی و کلونیزاسیون سلول‌های زنده کاندیدای قابل کشت بودند ($p = 0.0001$). ماده بهسازی بافت Gc-reline دارای $22342/8$ CFU/ml سلول‌های زنده قابل کشت کلونیزاسیون متوسط بود.

نتیجه‌گیری: مواد بهسازی بافت مورد مطالعه از نظر مقاومت در برابر چسبندگی و کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی یکسان نبودند. لذا کاربرد مواد بهسازی باقی که مقاومت بیشتری در برابر کلونیزاسیون کاندیدای دهانی دارند توصیه می‌شود.

کلید واژه‌ها: بهسازی بافت، چسبندگی باکتریایی، کاندیدا آلبیکنس.

* دانشیار، گروه فارج شناسی پزشکی،
دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی
شهید صدوقی بزد، بزد، ایران. (مؤلف
مسئول)
jafariabbas@ssu.ac.ir

۱: استادیار، گروه پرتوزندهای دندانی،
دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم
پزشکی شهد صدوقی بزد، بزد، ایران.

۲: دندانپزشک، بزد، ایران.

۳: کارشناس آزمایشگاه، دانشکده پرتوزندهای
دانشگاه علوم پزشکی شهد صدوقی بزد، بزد،
ایران.

این مقاله حاصل پایان‌نامه دانشجویی
دانشگاه علوم پزشکی شهد صدوقی بزد
می‌باشد.

این مقاله در تاریخ ۹۰/۱۰/۵ به دفتر مجله
رسیده، در تاریخ ۹۰/۱۰/۲۷ اصلاح شده و
در تاریخ ۹۰/۱۲/۹ تأیید گردیده است.

مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان
۱۱۶ تا ۱۰۹ | ۱۳۹۱ (۸)۲

مقدمه

فلور میکروبی طبیعی دهان از باکتری‌ها و قارچ‌های مختلف تشکیل شده است از جمله می‌توان کاندیدا آلبیکنس، استرپتوبوکوها و لاکتوباسیل‌ها را نام برد. این باکتری‌ها و قارچ‌ها در شرایط طبیعی به صورت همزیست بوده‌اند و پاتوژن نیستند؛ اما بعضی شرایط از جمله استفاده از دنچر، زمینه را برای رشد و تکثیر بیش از حد میکرووارگانیسم‌ها و به دنبال آن تهاجم به بافت‌های مخصوصی مخاطی و امکان شروع، بدتر شدن و تداوم یافتن بیماری‌های کلینیکی را مهیا می‌کنند^[۱]. امروزه مشخص شده است که لازمه مرحله اول کلونیزاسیون به وسیله یک میکرووارگانیسم، چسبندگی آن به سطح مخاط میزان و سطوح دنچر است^[۲]. چسبندگی و کلونیزاسیون میکرووارگانیسم‌های دهانی بر روی دنچر به صورت یک توده دیده می‌شود که اصطلاحاً به آن دنچر پلاک (Biofilm) می‌گویند. بنابراین دنچر می‌تواند به عنوان مخزن این میکرووارگانیسم‌ها عمل کند. گونه‌های مختلف کاندیدا از جمله کاندیدا آلبیکنس از مهم‌ترین میکرووارگانیسم‌های دهانی است که با توجه به خاصیت چسبندگی خود توانایی اتصال و کلونیزاسیون بر روی دنچر و ایجاد دنچر استوماتیت یا کاندیدیازیس آتروفیک مزمن را دارد^[۳]. کاندیدیازیس آتروفیک مزمن در بیشتر از ۷۲ درصد جمعیت مسن شایع است. بیشتر افراد در سنین سالخوردگی، از لحاظ شرایط ایمنی در سطح پایین‌تری قرار دارند و مستعد ابتلاء به انواع بیماری‌ها می‌باشند. در ضمن انجام درمان‌های ضد قارچی موضعی برای بسیاری از بیماران مسن به سختی صورت می‌گیرد که به علت آسیب‌های شناختی، کاهش مهارت‌های حرکتی و کاهش حافظه آنان است^[۴،۵]. با توجه به موارد ذکر شده، کترول فلور کاندیدایی دهان و همچنین جلوگیری از کلونیزاسیون این قارچ در سطح دنچر در افراد دارای دنچر حائز اهمیت است.

مواد بهسازی بافت موادی نرم و انعطاف‌پذیر از جنس پلیمر هستند که در دمای دهان حالت الاستیکی داشته و به عنوان لاینرهای موقتی در دندان‌پزشکی جهت رفع بسیاری از مشکلات بیماران از جمله درمان التهاب و سوزش بافت دهان ناشی از عدم تطابق مناسب دنچر، تصحیح اکلوژن دنچرهای قدیمی، ریلاین موقت برای دنچرهای فوری و یا اسپلینت‌های جراحی و بهسازی بافت در طی دوران بهبود کارگزاری ایمپلنت کاربرد دارند^[۶].

یکی از راه‌های درمان استوماتیت ناشی از دنچر، استفاده از مواد نرم آستری می‌باشد. این مواد جهت تطابق دوباره سطح دست دندان‌ها و کمک به بهسازی بافت‌های تروماتیزه به کار می‌روند که به علت اثر بالشتکی این مواد است. خاصیت ویسکوزاین مواد امکان تطابق ژل را با مخاط ملتهب و تحریک شده زیرین فراهم می‌کند و باعث بهبود تطابق می‌شود^[۷]. با وجود این خاصیت مفید مواد بهسازی بافت متأسفانه عوامل میکروبی دهان از جمله قارچ کاندیدا قادر به چسبیدن و کلونیزاسیون بیشتر با نفوذ به لایه‌های نرم پوشانده این مواد بوده و در حقیقت مواد بهسازی بافت می‌توانند خود به عنوان یک عامل جدید برای ایجاد التهاب قارچی موجود باشند^[۸]. Kazazoglu و Kulak^[۹] ضمن مطالعه‌ای میزان کلونیزاسیون کاندیدا بر روی سه ماده بهسازی بافت در شرایط In vitro و In vivo را بررسی نمودند و نتیجه‌گیری کردند که در سه روز اول سه نوع ماده مانع رشد قارچ در شرایط In vitro شدند و با مطالعه روی ۲۱ بیمار دارای دنچر نشان دادند که پس از ۶ روز، کلونیزاسیون کاندیدایی روی هر سه نوع ماده بهسازی بافت مشاهده شد.

Uchimaru و همکاران^[۱۰] در مطالعه‌ای با افروزن فوتوكاتالیست به ماده بهسازی بافت و تابش اشعه ماورای بنسن به آن نشان دادند که افزایش میزان این ماده به طور معنی‌داری باعث کاهش کلونیزاسیون عوامل میکروبی مانند اشرشیا کلی، استافیلکوکوس ارتوس، استرپتوبوکوس موتانس و کاندیدا آلبیکنس می‌شود.


Geerts و همکاران^[۱۱] با اضافه نمودن نیستاتین به ماده بهسازی بافت در شرایط In vivo جهت بررسی تأثیر آن بر شمارش مخمرهای موجود در دهان نشان دادند که افروزن این دارو به ماده بهسازی بافت در زمان کوتاه و حداقل تا ۴ روز باعث کاهش معنی‌داری در تعداد سلول‌های مخمری جدا شده از بزاق در مقایسه با گروه شاهد می‌شود.

Bal و همکاران^[۱۲] در مطالعه‌ای اتصال میکرووارگانیسم‌های دهانی را به مواد آستری موقتی دنچر ارزیابی کردند. در این مطالعه ۳ نوع ماده نرم آستری دنچر برای پوشاندن حفره‌هایی که روی سطح بافتی پروتز ۱۷ بیمار ایجاد شده بود به کار برده شد. طی ارزیابی‌های باکتریولوژیکی تعداد

آلبیکنس 1×10^5 CFU/ml قرار گرفت و به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۳۰ درجه بر روی شیکر روتاتور (۱۰۰ rpm) انکوباسیون انجام شد. در پایان آزمایش دیسک‌ها را سه بار و هر بار به مدت ۵ دقیقه با محلول سرم فیزیولوژی استریل بر روی شیکر (۱۰۰ rpm) شستشو داده و در نهایت هر دیسک با ۱ میلی‌لیتر سرم فیزیولوژی استریل به مدت ۵ دقیقه در دستگاه شیکر به شدت تکان داده (۳۰۰ rpm) تا سلول‌های کاندیدا چسبیده به دیسک‌ها آزاد شوند. در پایان ۲۰ میکرولیتر از محلول شستشو داده شده دیسک‌ها را بر روی محیط کشت سابور دکستروز آگار به صورت یکنواخت کشت داده و پس از نگهداری پلیت‌ها به مدت ۴۸ ساعت در حرارت C ۳۰°، تعداد کلی‌های جدا شده شمارش شدند (شکل ۲).



شکل ۱. دیسک‌های تهیه شده از مواد بهسازی بافت

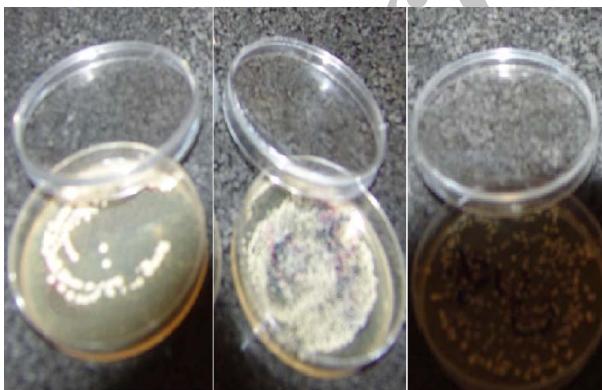

شکل ۲. کلونی‌های کاندیدای جدا شده از کشت محصول آزمایش حاوی دیسک‌های مواد بهسازی بافت Acrosoft, GC-Reline و Visco-gel به ترتیب از راست به چپ.

با ضرب نمودن تعداد کلی‌های شمارش شده در میزان رقت،

میکروارگانیسم‌های چسبیده به ماده شمارش و نوع آن‌ها نیز با هم و با گروه شاهد (گروه دنچر رزینی به تنهایی) مقایسه شد. پوشش میکروبی با گذشت زمان افزایش پیدا کرد. در نهایت اعلام کردند که مواد نرم آستری موقتی دنچر در مقابل اتصال میکروارگانیسم‌ها و احتمال ایجاد ضرر و خرابی به سطح مواد، مقاومتی ندارند و پیشنهاد دادند که استفاده از این مواد به صورت دوره‌های کوتاه مدت باشد.

به همین دلیل این مطالعه با هدف مقایسه میزان کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکنس بر روی سه نوع ماده بهسازی بافت در شرایط In vitro انجام گردید. در صورت داشتن خاصیت ضد قارچی بیشتر و با مقاومت در برابر رشد و کلونیزاسیون کاندیدا توسط هر کدام از مواد بهسازی بافت می‌توان توصیه کرد که از آن ماده بیشتر استفاده شود.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، ابتدا دیسک‌های دایره‌ای شکل از سه نوع ماده بهسازی بافت تهیه شدند. مواد بهسازی بافت در شرایط In vitro انجام گردید. در صورت داشتن خاصیت ضد قارچی بیشتر و با مقاومت در برابر رشد و کلونیزاسیون کاندیدا توسط هر کدام از مواد بهسازی بافت می‌توان توصیه کرد و دیسک‌هایی به قطر ۵ میلی‌متر و به ضخامت ۱ میلی‌متر از این مواد تهیه شد که در این مطالعه جهت تشکیل بیوفیلم تجربی بر روی آن به کار رفت (شکل ۱). با کشت کاندیدا آلبیکنس (ATCC 10231) بر روی محیط کشت سابور دکستروز آگار (Oxoid, UK) و انکوباسیون آن در حرارت C ۳۰° به مدت ۲ روز کلی‌های تازه این قارچ تهیه شد و سپس یک کلی از قارچ مذکور داخل ۱۰۰ cc محیط کشت سابور وبراث استریل (Merck, Germany) تلقیح و بر روی شیکر روتاتور (۱۰۰ rpm) انکوباسیون انجام شد تا سوسپانسیونی برابر 1×10^5 CFU/ml سلول کاندیدا آلبیکنس (شمارش با کمک لام هموسیتو مت‌توما) تهیه گردد.

با استفاده از پلیت‌های ۱۲ خانه‌ای استریل تعداد ۵۴ دیسک از ۳ نوع ماده بهسازی بافت (هر کدام ۱۸ عدد) به عنوان نمونه‌های مورد آزمایش آمده شدند و هر دیسک داخل یک حفره پلیت محتوی ۲ میلی‌لیتر سوسپانسیون سلولی کاندیدا

کشت بودند.

این نتایج نشان داد که ماده بهسازی بافت Visco-gel نسبت به دو ماده بهسازی بافت دیگر مقاومت بیشتری در برابر چسیندگی و کلونیزاسیون قارچ کاندیدا آلبیکننس دارد (جدول ۱) و نمودار ۱). آزمون آماری آنالیز واریانس در این مطالعه تفاوت معنی‌داری از نظر آماری بین ۳ ماده بهسازی بافت از نظر فراهم نمودن زمینه لازم برای تکثیر کاندیدا نشان داد ($p \text{ value} = 0.0001$).

با مقایسه دو به دو مواد بهسازی بافت با یکدیگر با کمک آزمون Tukey HSD، تفاوت معنی‌داری بین مقایسه‌های دوگانه مواد بهسازی بافت مشاهده شد ($p \text{ value} = 0.0001$) (جدول ۲).


تعداد نهایی سلول‌های کاندیدا بر روی هر دیسک که در داخل ۱ میلی‌لیتر سرم فیزیولوژی استریل بوده به صورت (CFU/ml) محاسبه گردید. لازم به ذکر است که در این گونه مطالعات هر کلني معادل یک سلول زنده می‌باشد^[۱۳]. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری پارامتری آنالیز واریانس (ANOVA) و آزمون Tukey HSD با کمک نرم‌افزار SPSS^{۱۵} ارزیابی شدند (میزان $p \text{ value} \leq 0.05$ از نظر آماری معنی‌دار در نظر گرفته شد).

یافته‌ها

در این مطالعه ماده بهسازی بافت Visco-gel با میانگین ۱۴۳۷۸/۹ کمترین و ماده بهسازی بافت Acrosoft با میانگین ۳۲۲۲۷/۲ دارای بیشترین میزان سلول‌های زنده قابل

جدول ۱. توزیع فراوانی میانگین و انحراف معیار میزان کلونیزاسیون کاندیدا بر روی ۳ ماده بهسازی بافت مورد مطالعه

ماده بهسازی بافت	تعداد نمونه	میانگین	انحراف معیار	حداقل کلونیزاسیون	حداکثر کلونیزاسیون
Visco-gel	۱۸	۱۴۳۷۸/۹	۳۰۸۲/۶	۸۸۶۰	۱۷۵۰۰
GC-Reline	۱۸	۲۲۳۴۲/۸	۳۵۵۹/۱	۱۶۸۵۰	۲۷۶۰۰
Acrosoft	۱۸	۳۲۲۲۷/۲	۳۵۲۰/۴	۲۴۶۴۰	۴۰۰۰۰

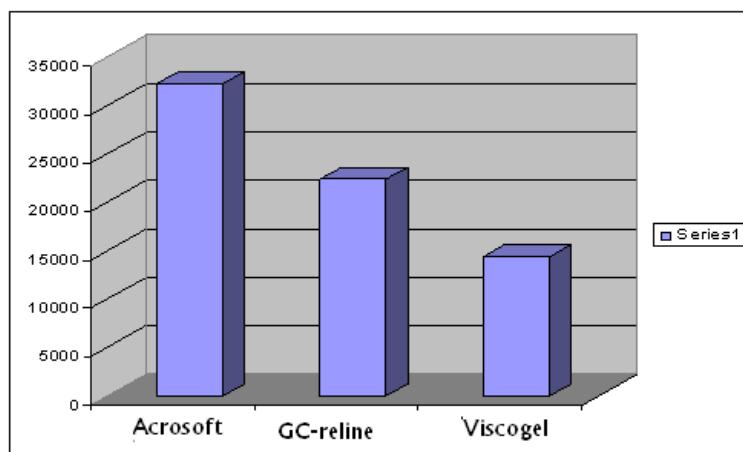

نمودار ۱. مقایسه میانگین کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکننس بر روی ۳ ماده بهسازی بافت مورد مطالعه

جدول ۲. جدول مقایسه دو به دو مواد بهسازی بافت از نظر میزان کلونیزاسیون کاندیدا بر روی آن‌ها

مواد بهسازی بافت	اختلاف میانگین‌ها	p value
GC-Reline- Acrosoft	۹۸۸۴/۴	۰/۰۰۰۱
Visco-gel- Acrosoft	۱۷۸۴۳/۳	۰/۰۰۰۱
Visco-gel- GC-Reline	۷۹۶۳/۹	۰/۰۰۰۱

بحث

در این مطالعه میزان چسبندگی و کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکنس در ۳ نوع ماده بهسازی بافت Acrosoft و GC-Reline و Visco-gel مورد مقایسه قرار گرفت. از نظر آماری تفاوت معنی‌داری از لحاظ میزان کلونیزاسیون کاندیدا روی مواد بهسازی بافت مورد مطالعه مشاهده شد ($p value = 0.0001$).

طبق نتایج حاصل شده، میزان کلونیزاسیون کاندیدا بر روی ماده بهسازی بافت Visco-gel نسبت به دو ماده دیگر کمتر بود؛ در حالی که بیشترین میزان کلونیزاسیون کاندیدا بر روی ماده بهسازی بافت Acrosoft مشاهده شد، که این خود نشان دهنده کیفیت بهتر Visco-gel در مقایسه با دو ماده دیگر می‌باشد که می‌تواند به دلیل مقاومت بیشتر سطح آن در برابر اثرات مضر بزاق و مهیا نمودن سطح صافتر و صیقل‌تر آن باشد.

با توجه به این که به هر حال کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکنس بر روی هر سه ماده مورد مطالعه مشاهده شد، نتایج این مطالعه با مطالعات انجام شده دیگر مطابقت و هماهنگی دارد [۱۲، ۱۴، ۷]. همچنین Kulak و Kazazoglu [۹] در مطالعه خود با مقایسه میزان کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکنس روی سه نوع ماده بهسازی بافت Visco-gel، Fixo-gel و Fitt در شرایط In vitro، هیچ‌گونه فعالیت ضد قارچی از این مواد گزارش نکردند و هر سه نوع ماده نیز از این نظر یکسان بودند.

هرچند که سلطان کریمی و همکاران [۸] میزان کلونیزاسیون کاندیدا را بر روی دو ماده بهسازی بافت GC-Visco-gel و reline در شرایط In vitro Acrosoft مقایسه کردند که در مطالعه آن‌ها تفاوت معنی‌دار آماری از این نظر بین این دو ماده مشاهده نشد.

این نتیجه با نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر متفاوت است که احتمالاً به دلیل روش استفاده شده در این مطالعات است. در مطالعه حاضر از روش Broth macrodilution استفاده شده که از روش‌های جدید و استاندارد بررسی میزان حساسیت دارویی بر روی قارچ‌های مخمری از جمله کاندیدا آلبیکنس می‌باشد و توسط اداره استانداردسازی آزمون‌های آزمایشگاهی توصیه شده است [۱۳].

در این روش تمام استانداردهای آزمون رعایت شده و از

مقادیر کم محیط کشت و سوسپانسیون سلولی کاندیدا استفاده می‌شود که میزان دقت و اطمینان آزمایش را در مقایسه با روش‌های قدیمی‌تر، مانند آگاردیفوژن افزایش می‌دهد و نتایج حاصل شده قابل اعتمادتر و مطمئن‌تر است [۱۵، ۱۳].

مطابق با نتایج آماری به دست آمده در این مطالعه بین دو ماده بهسازی GC-Reline و Acrosoft از نظر میزان کلونیزاسیون کاندیدا تفاوت آماری معنی‌داری وجود داشت، که این امر برتری ماده GC-Reline را از نظر مقاومت در برابر رشد کاندیدا در مقایسه با Acrosoft نشان می‌دهد.

این تفاوت ممکن است به دلیل تفاوت در خصوصیات سطحی مواد مذکور باشد. Bal و همکاران [۱۲] در یک بررسی بالینی (In vivo) اذاعن داشتند که مواد نرم آستری موقتی دنچر یا همان مواد بهسازی بافت، در مقابل اتصال میکروارگانیسم‌ها و تأثیرات ضر آن‌ها بر روی سطح مواد مقاومتی از خود نشان نمی‌دهند و طبق مطالعه انجام شده توسط Tari و همکاران [۱۶] زبری سطحی که طی استفاده و استهلاک ایجاد شده در طول زمان روی سطح مواد نرم آستری دنچر ایجاد می‌شود، باعث افزایش اصطکاک و در نتیجه افزایش کلونیزاسیون کاندیدا روی این مواد می‌شود.

تغییراتی که طی استفاده از این مواد به وجود می‌آید، از جمله جذب آب و قابلیت انحلال ماده بهسازی در نهایت موجب افزایش تخلخل سطحی و ایجاد محیط مناسب برای تشکیل بیوفیلم بیشتر و اتصال کاندیدا روی آن می‌شود. در مطالعه‌ای که توسط گلیبدی و بهدادمهر [۱۷] انجام شد این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه دو ماده بهسازی Visco-gel و Acrosoft از نظر میزان انحلال و قابلیت جذب آب مورد بررسی قرار گرفتند که ماده بهسازی بافت Visco-gel از این نظر خصوصیات بهتری از خود نشان داد که این امر می‌تواند توضیح دهنده نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر باشد که همان طور که ذکر شد Visco-gel میزان کلونیزاسیون قارچی کمتری نسبت به ۲ ماده دیگر مورد مقایسه داشت.

گلیبدی و بهدادمهر [۱۷] در مطالعه خود عنوان کردند که یکی از علت‌های زیادتر بودن جذب آب Acrosoft نسبت به Visco-gel، زیادتر بودن میزان تخلخل و یا فیلر در ماده بهسازی بافت Acrosoft است که این امر موجب استعداد بیشتر

شرایط *In vitro* می‌باشد که در صورت امکان طراحی آن نتایج بهتری قابل استخراج بود.

نتیجه‌گیری

با توجه به شیوع بالای دنچر استomatیت در افراد دارای دنچر کامل، در بیشتر موارد، مواد بهسازی بافت برای بر طرف ساختن التهاب مخاط زیر دنچر به کار می‌روند. به نظر می‌رسد که این ماده خود به عنوان یک عامل مؤثر در تشکیل بیوفیلم کاندیدایی عمل می‌کند که می‌تواند عوارض متعاقب آن را به همراه داشته باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که مواد بهسازی بافت Visco-gel و Acrosoft به ترتیب بیشترین و کمترین مقاومت را در برابر چسبندگی و کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکتس در شرایط آزمایشگاهی دارند، بنابراین موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

- دقت لازم در مراحل ساخت پروتز جهت داشتن حداقل تطابق و گیر ثبات دنچر.
- در مواردی که لازم است از ماده بهسازی بافت استفاده شود، توصیه می‌شود از ماده بهسازی بافتی که مقاومت بیشتری در برابر کلونیزاسیون عوامل میکروبی دارد استفاده شود.
- افزودن مواد ضد قارچی مثل نیستاتین به ماده بهسازی بافت می‌تواند از کلونیزاسیون کاندیدا جلوگیری کند.

این ماده برای فراهم نمودن محیط مناسب برای کلونیزاسیون قارچی می‌شود که در مطالعه حاضر نیز نتایج این امر مشهود می‌باشد.

در حالی که نتایج این مطالعه نشان دهنده نقش این مواد در افزایش کلونیزاسیون کاندیدا حتی در ظرف ۴۸ ساعت می‌باشد، مطالعه دیگر در این زمینه بیانگر این امر است که رشد قارچ کاندیدا پس از یک دوره ۳ روزه روی مواد بهسازی بافت نسبت به موادی که به تازگی آماده شده بودند، تغییر بسیار کمی داشته است و گزارش کردند که مواد بهسازی بافت در یک دوره کوتاه ۳ روزه و در شرایط *In vitro* رشد قارچ را تحریک نمی‌کند [۱۸]. طبق مطالعات انجام شده قدیمی‌تر تنها تعداد محدودی از مواد بهسازی بافت مانند Simpa و Flexibase به طور کامل قادر به مهار کردن قارچ کاندیدا هستند [۱۹]؛ اما در این مطالعه میزان کلونیزاسیون قارچی بین مواد مقایسه شد و هیچ‌گونه مهار رشدی دیده نشد. به همین دلیل اخیراً توصیه می‌شود که در هنگام ساخت مواد بهسازی بافت داروهای ضد قارچی مانند نیستاتین، فلوکونازول، میکونازول به آن اضافه شود تا امکان چسبندگی و کلونیزاسیون کاندیدا بر روی آن در مدت زمانی که در دهان است وجود نداشته باشد [۲۰-۲۲]. یکی از محدودیت‌های مطالعه حاضر عدم امکان طراحی گروه شاهد در

References

1. Khasawneh S, al-Wahadni A. Control of denture plaque and mucosal inflammation in denture wearers. *J Ir Dent Assoc* 2002; 48(4): 132-8.
2. Vitkov L, Krautgartner WD, Hannig M, Weitgasser R, Stoiber W. Candida attachment to oral epithelium. *Oral Microbiol Immunol* 2002; 17(1): 60-4.
3. Kulak-Ozkan Y, Kazazoglu E, Arikan A. Oral hygiene habits, denture cleanliness, presence of yeasts and stomatitis in elderly people. *J Oral Rehabil* 2002; 29(3): 300-4.
4. Avendano M, Glymour MM, Banks J, Mackenbach JP. Health disadvantage in US adults aged 50 to 74 years: a comparison of the health of rich and poor Americans with that of Europeans. *Am J Public Health* 2009; 99(3): 540-8.
5. Anderson G, Hussey PS. Comparing health system performance in OECD countries. Organization for Economic Cooperation and Development. *Health Aff (Millwood)* 2001; 20(3): 219-32.
6. O'Brien WJ. Dental materials and their selection. 4th ed. Chicago, Berlin: Quintessence Publishing Co, Inc; 2011.
7. Saatian S. Comparison two tissue conditioners on colonization of oral Candida in patients with upper complete dentures. *Scientific Journal of Hamadan University of Medical Science* 2003; 10(3): 21-24.
8. Soltan-Karimi V, Sefidgar AA, Soleimani Vafa S. Comparison of two tissue conditioner on *Candida albicans* infections in complete denture wearer. *Scientific Journal of Hamadan University of Medical Science* 2004; 15(3): 22-28.
9. Kulak, Kazazoglu. In vivo and in vitro study of fungal presence and growth on three tissue conditioning materials on implant supported complete denture wearers. *Oral Rehabilitation* 1998; 25(2): 135-8.
10. Uchimaru M, Sakai T, Moroi R, Shiota S, Shibata Y, Deguchi M, et al. Antimicrobial and antifungal effects of tissue conditioners containing a photocatalyst. *Dent Mater J* 2011; 30(5): 691-9.

11. Geerts GA, Stuhlinger ME, Basson NJ. Effect of an antifungal denture liner on the saliva yeast count in patients with denture stomatitis: a pilot study. *J Oral Rehabil* 2008; 35(9): 664-9.
12. Bal BT, Yavuzyilmaz H, Yucel M. A pilot study to evaluate the adhesion of oral microorganisms to temporary soft lining materials. *J Oral Sci* 2008; 50(1): 1-8.
13. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing: fifteenth informational supplement. Clinical and Laboratory Standards Institute 2005; 27(1).
14. Taylor RL, Bulad K, Verran J, McCord JF. Colonization and deterioration of soft denture lining materials in vivo. *Eur J Prosthodont Restor Dent* 2008; 16(2): 50-5.
15. Kuriyama T, Williams DW, Bagg J, Coulter WA, Ready D, Lewis MA. In vitro susceptibility of oral Candida to seven antifungal agents. *Oral Microbiol Immunol* 2005; 20(6): 349-53.
16. Tari BF, Nalbant D, Dogruman AF, Kustimur S. Surface roughness and adherence of *Candida albicans* on soft lining materials as influenced by accelerated aging. *J Contemp Dent Pract* 2007; 8(5): 18-25.
17. Golbidi F, Behdadmehr B. Comparison of water absorption and solubility of Acropars and Viscogel tissue conditioners. *Islamic Dental Association of Iran* 2006; 18(1).
18. Wright PS, Young KA, Riggs PD, Parker S, Kalachandra S. Evaluating the effect of soft lining materials on the growth of yeast. *J Prosthet Dent* 1998; 79(4): 404-9.
19. Wright PS, Clark P, Hardie JM. The prevalence and significance of yeasts in persons wearing complete dentures with soft-lining materials. *J Dent Res* 1985; 64(2): 122-5.
20. Falah-Tafti A, Jafari AA, Lotfi-Kamran MH, Fallahzadeh H, Hayan RS. A comparison of the efficacy of Nystatin and Fluconazole incorporated into tissue conditioner on the In vitro attachment and Colonization of *Candida Albicans*. *Dent Res J* 2010; 7(1): 18-22.
21. Quinn DM. The effectiveness, in vitro, of miconazole and ketoconazole combined with tissue conditioners in inhibiting the growth of *Candida albicans*. *J Oral Rehabil* 1985; 12(2): 177-82.
22. Catalan A, Pacheco JG, Martinez A, Mondaca MA. In vitro and in vivo activity of *Melaleuca alternifolia* mixed with tissue conditioner on *Candida albicans*. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2008; 105(3): 327-32.

In vitro comparison of *Candida albicans* adhesion and colonization on three tissue conditioners

Abbas Falah-Tafti, Abbasali Jafari Nodoushan*, Feridon Soltani,
Zeynab Ebrahimi-Moghadam, Farzaneh Mirzaei

Abstract

Introduction: Denture stomatitis is an important disorder as a result of denture wearing in geriatric populations caused by *Candida albicans* colonization. Tissue conditioners are used for better adaptation of denture surface with the oral tissues to prevent denture stomatitis; however, these materials encourage adhesion and colonization of most oral microbial flora, particularly *Candida* species. The aim of this study was to compare *C. albicans* adhesion and colonization on three commonly used tissue conditioners.

Materials and Methods: In this in vitro study, 18 discs, measuring 5 mm in diameter and 1 mm in thickness, from the three commonly used tissue conditioners (Visco-gel, GC-Reline, and Acrossoft) were incubated in 1×10^5 cfu/mL *Candida albicans* suspension for 48 hours at 37°C to form an experimental biofilm. Tissue conditioner discs were then rinsed with sterile physiologic serum and finally the colonized *Candida* cells were cultured on Sabouraud's dextrose agar plates. Isolated colonies were counted and compared between the three disc groups using ANOVA and a post hoc Tukey test. Statistical significance was defined at $p \leq 0.05$.

Results: Visco-gel and Acrossoft tissue conditioners with the average colonization of 14378.9 cfu/mL and 32227.2 cfu/mL had the maximum and minimum viable colonized *Candida* cells, respectively in the present study (p value = 0.0001). Gc-Reline tissue conditioner exhibited moderate *Candida* colonization with 22342.8 cfu/mL.

Conclusion: The results of the current study showed that different tissue conditioners had different resistance to in vitro adhesion and colonization of *Candida albicans*. Use of tissue conditioner with more inhibitory properties for *Candida* colonization is suggested.

Key words: Bacterial adhesion, *Candida albicans*, Tissue conditioning.

Received: 26 Dec, 2011

Accepted: 28 Feb, 2012

Address: Associate Professor, Department of Medical Parasitology and Mycology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Yazd Medical Sciences, Yazd, Iran.

Email: jafariabbas@ssu.ac.ir

Journal of Isfahan Dental School 2012; 8 (2): 109-116.