

مقاله پژوهشی

فرمولاسیون نیوزوم‌های حاوی انسولین و بررسی اثر تجویز خوراکی آنها بر کاهش قندخون موش‌های صحرایی دیابتی

دکتر عباس پرداختی^{*}، دکتر ژاله ورشوسراز^آ، دکتر ولی الله حاج‌هاشمی^آ و دکتر عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی^آ

خلاصه

وزیکول‌های چندلایه‌ای (نیوزوم) از سورفکتانت‌های پلی‌اکسی‌اتیلن آلکیل اتر (بریج ۷۶، ۷۲ و ۹۲) به روش کلاسیک هیدراتاسیون لایه چربی تهیه و توانایی تشکیل نیوزوم در حضور و عدم حضور کلسترول ارزیابی گردید. همه سورفکتانت‌های مورد استفاده در غیاب کلسترول تشکیل نیوزوم دادند. به منظور بررسی توانایی محصورسازی و خصوصیات آزادسازی فرمولاسیون‌ها از انسولین نوترکیب انسانی به عنوان داروی پروتئینی مدل استفاده شد. میزان آزادسازی انسولین در محیط مشابه روده (SIF) و محیط مشابه معده (SGF) از نیوزوم‌های بریج ۹۲ کمتر از سایر فرمولاسیون‌ها بود. نیوزوم‌های بریج ۹۲ همچنین بیشترین درصد حفاظت انسولین در مقابل اثر پروتولویتیک پیسین و تریپیسین را به نمایش گذاردند. دیابت در موس‌های صحرایی نر (Wistar) با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (۶۵mg/kg) القاء گردید. در حیوانات دریافت کننده انسولین (۱۰۰IU/kg) محصور در نیوزوم (بریج ۵۲ و ۹۲) گلوکز خون کاهش و سطح سرمی انسولین افزایش یافت. میزان کاهش گلوکز خون در گروه دریافت کننده نیوزوم‌های بریج ۹۲ از نظر آماری با گروه‌های کنترل تفاوت معنی دار داشت ($P < 0.05$).

واژه‌های کلیدی: انسولین، دارورسانی خوراکی، پلی‌اکسی‌اتیلن آلکیل اترها، نیوزوم.

- استادیار گروه فارماستیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی کرمان ۲- دانشیار گروه فارماستیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی اصفهان ۳- دانشیار گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی اصفهان ۴- استادیار گروه فارماستیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی تهران

* نویسنده مسؤول: کرمان، ابتدای جاده هفت باغ، دانشکده داروسازی و علوم دارویی

دریافت مقاله: ۱۳۸۲/۳/۳۱ دریافت مقاله اصلاح شده: ۱۳۸۴/۳/۲۱ پذیرش مقاله: ۱۳۸۴/۴/۱

وزیکولی به اشکال گوناگونی نظیر افزایش میزان جذب دارو، بهبود اثربخشی و یا کاهش سمیت ظاهر شده است. در تحقیق حاضر مطالعات برونتی فرمولاسیون‌های برگزیده و قابلیت کاربرد نیوزوم‌ها در داروسانی خوراکی داروی پروتئینی مدل، انسولین نوترکیب انسانی، در موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت القاء شده با استرپتوزوتوسین مورد آزمایش قرار گرفته است.

مواد و روش کار

پودر انسولین نوترکیب انسانی (Eli Lilly، ۲۷/۵ IU/mg، فرانسه) اهدایی شرکت داروسازی اکسیر، کلسترول (Sigma، آمریکا) و سورفکتانت‌های غیریونی از دسته پلی‌اکسی‌اتیلن‌کلیل اترها (C_nEO_m ، BrijTM_s) شامل بریج 52 ($C_{16}EO_2$)، بریج 72 ($C_{18}EO_{10}$) و بریج 92 ($C_{9}EO_2$)، سوئد (Fluka، سوئد) در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته‌اند. سایر مواد، حلال‌ها و اجزاء سیستم بافری از Merck (آلمان) تهیه شدند.

تهیه نیوزوم‌ها به روش هیدراتاسیون لایه چربی صورت پذیرفت (۴). در این روش نسبت‌های مولی مختلف سورفکتانت/کلسترول ($0/100$ ، $0/90$ ، $10/90$ ، $30/70$ ، $40/60$ و $50/50$ درصد مولی) دریک بالن ته گرد 100 میلی‌لیتری توسط کلروفرم حل شده و سپس حلال آلتی با دستگاه تبخیر در خلاء خارج گردید. لایه نازک چربی حاصله با افرودن 5 میلی‌لیتر بافر فسفات نمکی (PBS) حاوی انسولین (20 IU/mL) در 55°C به مدت 5 دقیقه هیدراته شد. نیوزوم‌های حاصله به مدت یک ساعت در درجه حرارت اتاق و سپس برای مطالعات بعدی در یخچال نگهداری شد. تشکیل نیوزوم و شکل ظاهری آنها با درشت‌نمایی 1000 برابر توسط میکروسکوپ نوری (-HFX، DX، Nikon، Japan) بررسی شد. توزیع اندازه ذره‌ای نیوزوم‌ها به وسیله بررسی پراشیدگی پرتو لیزر (Malvern， انگلستان) مورد مطالعه قرار گرفت.

در تمامی مراحل این تحقیق تعیین مقدار انسولین با استفاده از کیت‌های Biosource RIA (radioimmunoassay) (RIA) انجام پذیرفت. پس از مطالعات اولیه، نسبت مولار $70/30$ از کلسترول/سورفکتانت به عنوان فرمولاسیون مناسب انتخاب و بقیه مراحل تحقیق با این ترکیب

مقدمه

تجویز غیر تزریقی داروهای پیتیدی و پروتئینی نظیر انسولین توسط محققین متعددی مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است. تجویز خوراکی این گونه از داروها به دلیل مقبولیت و سهولت مصرف نزد بیماران بیشتر مورد توجه بوده، لیکن ساختار شیمیایی حساس و شکل سه بعدی مولکول‌های پروتئینی و تخریب در مقابل آنزیم‌های پروتئولیتیک، داروسانی از این راه را با محدودیت‌های جدی روپرو ساخته است. در طی سال‌های اخیر سیستم‌های جدید ریزذرده (microparticulate) برای تجویز خوراکی انسولین مورد مطالعه قرار گرفته است که از آن جمله می‌توان به میکرواسفرها (۱،۱۸،۲۴)، میکروکپسول‌ها (۲۳،۲۵)، نانوکپسول‌ها (۶،۹،۱۲)، nanocubicles (۸) و لیپوزوم‌ها (۱۵،۱۷،۱۹،۳۱،۳۶،۳۷) اشاره نمود. در این میان لیپوزوم‌ها بیش از سایر سیستم‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند اما حساسیت به حرارت واکسیداسیون سریع مواد اصلی تشکیل دهنده ساختار لیپوزوم یعنی فسفولیپیدها، استفاده از ترکیبات پایدارتر و در عین حال زیست ساز‌گار (biocompatible) را به عنوان جایگزین فسفولیپیدها مطرح ساخته است (۲۱). سورفکتانت‌های غیریونی از جمله این ترکیبات می‌باشند که در حضور کلسترول تشکیل وزیکول‌های با دیواره دو لایه (bilayer) به نام niosome می‌دهند. این نوع سیستم‌های وزیکولی به دلیل قیمت پایین، پایداری بالا، سهولت نگهداری مواد اولیه و فرمولاسیون‌های نهایی در درجه حرارت اتاق و همچنین دسترسی به تعداد زیادی از سورفکتانت‌های تشکیل دهنده ساختار دو لایه در تحقیقات پایه دارویی و در صنایع آرایشی مورد توجه زیاد واقع شده‌اند (۳۲). استفاده از نیوزوم‌ها برای داروسانی ترکیبات پیتیدی و پروتئینی مانند آلفا اینترفرون (۲۵،۲۷)، آلبومین سرم گاوی (۵،۲۶)، آنتیژن‌های ویروس آنفلوآنزا (۷)، ایمونوژن ضدبارداری مبتنی بر GnRH (۱۱)، انسولین (۱۶،۳۴)، سیکلوسپورین A (۲۵،۲۷)، فاکتور محرک دودمان ماکروفائز-گرانولوسیت انسانی نوترکیب (rhGM-CSF) (۲۲)، دز گلایسین آمید-۸-آرژینین وازوپرسین (DGAVP) (۳۸)، Ovalbumine (۲۸)، LHRH (۳)، vasoactive intestinal peptide (۱۰) مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه استفاده از این نوع سیستم

با ۰/۵ میلی لیتر از محلول پیپسین در ۳۷°C به مدت یک ساعت انکوبه گردید. در مورد تریپسین شرایط مشابه اعمال گردید با این تفاوت که زمان انکوباسیون ۳ ساعت بود (۲۴). علت تفاوت زمان انکوباسیون در SIF طولانی تر بودن زمان توقف مواد در روده در مقایسه با معده می باشد. پس از انکوباسیون ۲۰۰ میکرو لیتر نمونه سوسپانسیون در ۱۳۰۰۰×g به مدت ۵ دقیقه سانتریفیوژ شد. بعد از جداسازی مایع شفاف فوقانی، ۲۰۰ میکرو لیتر محلول ۰/۰۵٪ از تریفلوئورواستیک اسید (TFA) به منظور غیرفعال سازی مقادیر جزئی باقیمانده از آنزیم های پروتئولیتیک به پلت اضافه شد (۲۹). پس از آن نیم میلی لیتر ایزوپروپیل الکل به منظور حل کردن پلت نیوزومی اضافه و انسولین باقیمانده تعیین مقدار گردید.

در مطالعه درون تنی القاء دیابت توسط تجویز داخل صفاتی استرپتوزوتوسین (۶۵mg/kg) در موش های صحرایی نر (Wistar) با وزن ۲۵۰-۲۰۰ گرم انجام پذیرفت. ۱۰ روز پس از تجویز استرپتوزوتوسین، حیوانات دارای علائم دیابت (پرنوشی، پرخوری، پرادراری) جداسازی و با تعیین مقدار گلوکز خون نمونه گیری شده از ورید دم به روش گلوکز اکسیداز (پارس آزمایران) در صورتی که گلوکز خون بالای ۲۵۰mg/dl بود، ایجاد دیابت تأیید گردید. ۳۰ عدد موش صحرایی دیابتی شده در گروه های ۶ عددی و در قفس های جداگانه نگهداری و ۱۲ ساعت قبل از تجویز خوراکی فرمولاسیون ها تغذیه خوراکی قطع و آب به صورت آزاد (ad libitum) در اختیار قرار داده شد. براساس تقسیم بندی ذیل هر گروه از نظر تغییرات پلاسمایی گلوکز و انسولین خون مورد بررسی قرار گرفت. گروه های دریافت کننده شکل خوراکی از طریق لوله دهانی- معدی دوز دارو را دریافت کردند.

گروه ۱: ۱۰۰ IU/kg انسولین به شکل سوسپانسیون نیوزومی بریج ۵۲ خوراکی

گروه ۲: ۱۰۰ IU/kg انسولین به شکل سوسپانسیون نیوزومی بریج ۹۲ خوراکی

گروه ۳: ۱۰۰ IU/kg محلول انسولین آزاد در PBS خوراکی

گروه ۴: (شاهد منفي)- محلول PBS بدون انسولین (یک میلی لیتر)

ساختاری نیوزوم ها ادامه یافت. دلیل انتخاب این فرمولاسیون ها توزیع اندازه ذره ای مناسب، عدم تشکیل یا جداشدن بلورهای کلسترول و پایداری فیزیکی نیوزوم های حاصله بود. پایداری فیزیکی به صورت ماکروسکوپی و بررسی جداشدن فازها با مشاهده چشمی کنترل گردید.

برای تعیین درصد احتباس انسولین در نیوزوم ها، در ابتدا پلت نیوزومی با اولتراسانتریفیوژ (4000×g) (90 XL Ultracentrifuge, Beckman, USA) جداسازی گردید و مقدار داروی محبوس پس از انحلال پلت در ایزوپروپیل الکل تعیین شد. مقدار انسولین در مایع شفاف فوقانی نیز اندازه گیری شده و سپس درصد احتباس دارو در نیوزوم ها از رابطه ذیل محاسبه گردید:

$$\text{٪ انسولین موجود در پلت نیوزومی} = \frac{\text{مقدار انسولین در مایع شفاف فوقانی} + \text{انسولین موجود در پلت نیوزومی}}{\text{مقدار انسولین موجود در پلت نیوزومی}}$$

برای بررسی میزان آزادسازی انسولین، در ابتدا پلت حاصل از سانتریفیوژ سوسپانسیون نیوزومی (g ۱۳۰۰۰× ۱۰، ۳۷°C) دوبار شستشو داده شد و نهایتاً در PBS مجدداً به شکل سوسپانسیون در آمد. سوسپانسیون حاصله به میزان ۱۰ برابر در محیط مشابه معدی (USP SGF) و یا محیط مشابه روده ای (USP SIF) به شکل نمونه های یک میلی لیتری در لوله های پلی اتیلنی ۱/۵ میلی لیتری درب دار (Eppendorf) قرار داده شد. لوله ها در حمام - هم زن ۳۷°C (با سرعت ۱۰ سیکل در دقیقه) قرار داده شد. هر لوله برای یک نقطه زمانی مورد استفاده قرار گرفت و برای هر زمان سه لوله Eppendorf در نظر گرفته شد. میزان آزادسازی در SGF به مدت ۴ و در SIF به مدت ۲۴ ساعت مطالعه گردید. در زمان های مختلف محتويات لوله سانتریفیوژ و مایع فوقانی دور ریخته شد. پلت نیوزومی حاصل در یک میلی لیتر ایزوپروپیل الکل حل گردید تا انسولین باقیمانده آزاد شود و سپس داروی باقیمانده تعیین مقدار گردید.

در این مطالعه میزان حفاظت انسولین محبوس نیوزومی در حضور آنزیم های پروتئولیتیک از محلول پیپسین (۵IU/ml) در بافر گلایسین با pH ۱/۲ و محلول تریپسین (۷۰۴ IU/ml) در بافر فسفات با pH برابر با ۷/۸ استفاده شد. ۰/۵ میلی لیتر سوسپانسیون نیوزومی رقیق شده

در صد) کلسترول تشکیل نیوزوم‌های چندلایه (MLV) دادند (جدول ۱). در تصویر ۱ نمای میکروسکوپی برخی از نیوزوم‌های تشکیل شده نشان داده شده است. در حضور ده درصد کلسترول، برعیج ۷۶ تشکیل نیوزوم نداد که این مسئله می‌تواند ناشی از HLB بالای این ماده، تشکیل میسل و محلول‌سازی کلسترول در این نسبت مولی باشد.

جدول ۱: توانایی تشکیل نیوزوم توسط سورفکتانت‌های مورد بررسی در حضور مقادیر مختلف کلسترول

سورفکتانت	نسبت مولی سورفکتانت/کلسترول				
بریج	۰/۱۰۰	۱۰/۹۰	۳۰/۷۰	۴۰/۶۰	۵۰/۵۰
۷۲	+	+	+	+	+
۷۶	+	+	+	+	+
۹۲	+	+	+	+	+

گروه ۵: (شاهد مثبت) – ۲ IU/kg محلول انسولین به روش تزریق زیرجلدی. زمان تجویز فرمولاسیون به عنوان زمان صفر در نظر گرفته شد و در طی ۴ ساعت نمونه‌گیری خون به میزان ۳۰۰ میکرولیتر از طریق retro orbital انجام پذیرفت. نمونه‌های خون در درجه حرارت اتاق به مدت ۵ دقیقه سانتریفوژ شده و سرم جداسازی و تا تعیین مقدار گلوکز و انسولین در فریزر ۲۰°C-نگهداری گردید.

در تمام مراحل این تحقیق، برای مقایسه آماری از تست ANOVA یک طرفه با Duncan post Hoc در نرم‌افزار آماری SPSS v10/win استفاده گردید و سطح آماری معنی دار، ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.


نتایج

تمام سورفکتانت‌های مورد مطالعه در عدم حضور کلسترول و در حضور نسبت‌های مولار (۳۰، ۴۰ و ۵۰)


جدول ۲: قطر میانگین حجمی (d_v) نیوزوم‌ها و درصد احتباس (EE) انسولین در فرمولاسیون‌های تهیه شده (mean±SD)

درصد مولی کلسترول	۵۲ برعیج		۷۲ برعیج		۷۶ برعیج		۹۲ برعیج	
	$d_v(\mu\text{m})$	EE	$d_v(\mu\text{m})$	EE	$d_v(\mu\text{m})$	EE	$d_v(\mu\text{m})$	EE
۰	۲۴/۰±۰/۵	&	۴۱/۸±۰/۷	&	۱۲/۶±۰/۷	&	۵/۲۳±۰/۳	&
۱۰	۲۶/۷±۲/۱	&	۳۳/۹±۲/۶	&	۱۲/۱±۰/۶	x	۱۸/۲±۲/۹	&
۳۰	۱۳/۴±۰/۲	۴۰/۲±۴/۲	۱۲/۱±۰/۶	۴۰/۰/۶±۵/۱	۴/۶±۰/۱۳	۲۷/۷±۴/۲	۶/۴±۰/۱۲	۴۱/۵±۱/۹
۴۰	۹/۳۸±۰/۲	۲۹/۸±۷/۳	۱۵/۹±۰/۳	۲۷/۹۳±۲/۱	۵/۷±۰/۴	۳۷/۵±۴/۰	۲۱/۹±۲/۵	۳۹/۴±۳/۲
۵۰	۸/۱±۰/۲	۳۵/۹±۲/۹۶	۱۵/۲±۰/۶	۳۹/۳±۲/۴	۹۴/۴±۰/۱	۳۲/۶±۲/۸	۱۱/۲±۱/۳	۳۹/۴±۲/۴

نیوزوم تشکیل شد. & درصد احتباس انسولین به دلیل عدم تشکیل یا کم بودن تعداد نیوزوم‌ها تعیین نگردید.

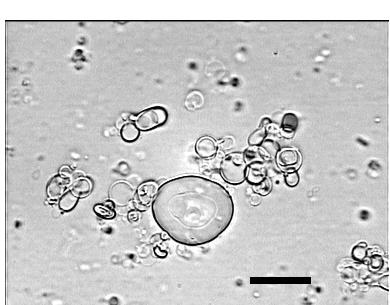

(ب)

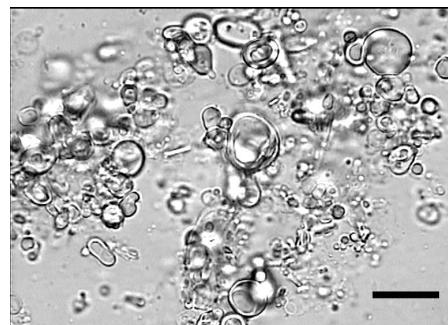


(الف)


تصویر ۱: نیوزوم‌های حاوی انسولین تهیه شده به روش هیدراتاسیون لایه نازک چربی. نیوزوم‌ها متشکل از نسبت مولی ۳۰/۷۰ از (الف) برعیج ۵۲/کلسترول و (ب) برعیج ۹۲/کلسترول بودند. درشت‌نمایی تصاویر ۱۰۰۰ برابر و علامت پایین هر تصویر معادل ده میکرومتر می‌باشد.

مخالف مولی کلسترول و درصد محبوس سازی انسولین می باشد. حداکثر درصد احتباس انسولین در نیوزوم های بریج ۹۲ در حضور نسبت مولی ۳۰ درصد کلسترول برابر با $41/5 \pm 1/86$ درصد و حداقل درصد احتباس در نیوزوم های بریج ۷۶ به میزان $28/69 \pm 3/97$ درصد بوده است. تفاوت معنی دار آماری بین احتباس انسولین در فرمولاسیون های مختلف وجود نداشت ($P > 0.05$).


نمودارهای توزیع ذرهای نیوزوم های تشکیل شده مبین توزیع log - نرمال بود (نمودار ۱). در تمام نیوزوم های مورد بررسی به غیر از بریج ۹۲، اندازه نیوزوم ها در غیاب کلسترول، بزرگ بود (جدول ۲) که قابلیت انعطاف دو لایه های بدون کلسترول به خصوص در درجه حرارت های بالا به تشکیل چنین نیوزوم هایی می گردد (۳۲). جدول ۲ نشان دهنده نیوزوم ها در حضور نسبت های

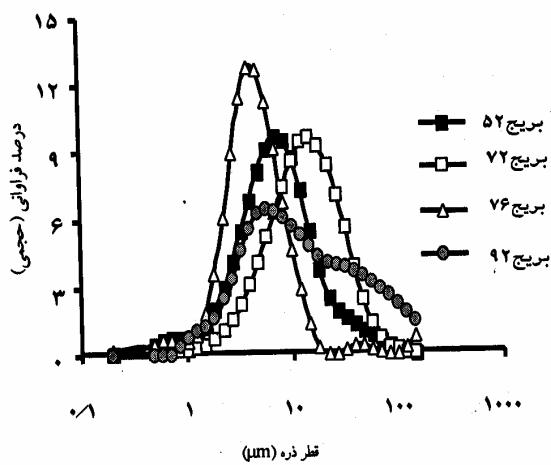


نمودار ۱: توزیع اندازه ذرهای نیوزوم های متشكل از نسبت ۳۰/۷۰ درصد مولی از سورفتکتان/کلسترول. نیوزوم ها به روش کلاسیک هیدراتاسیون لایه نازک چربی تهیه شده اند.

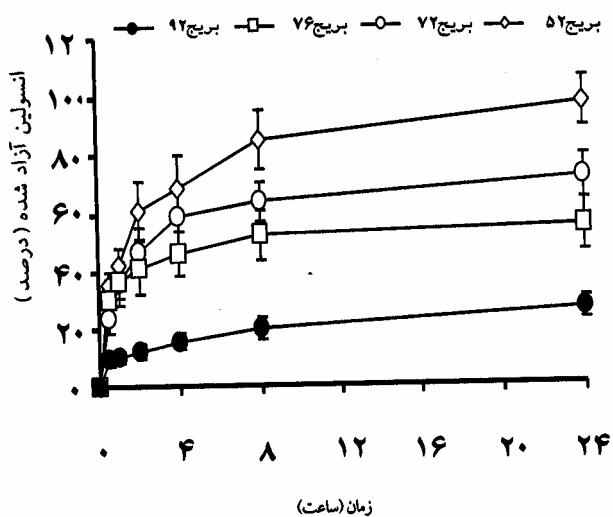

نمودار ۲: آزادسازی انسولین در محیط مشابه روده (SIF) از نیوزوم های حاوی ۳۰ درصد مولی کلسترول ($n=3$)

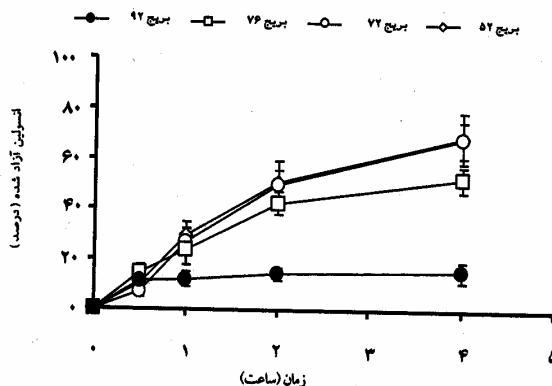


نمودار ۳: آزادسازی انسولین در محیط مشابه معاده (SGF) از نیوزوم‌های حاوی ۳۰ درصد مولی کلسترول (n=۳)

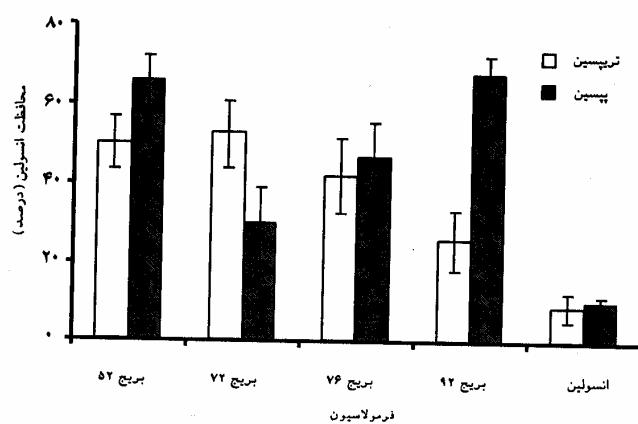


نمودار ۴: میزان محافظت انسولین محبوس در نیوزوم‌های مشکل از نسبت ۳۰/۷۰ درصد مولی سورفتانت/ کلسترول

در مقابل اثر پروتئولیتیک پیپسین و تریپسین (n=۳)

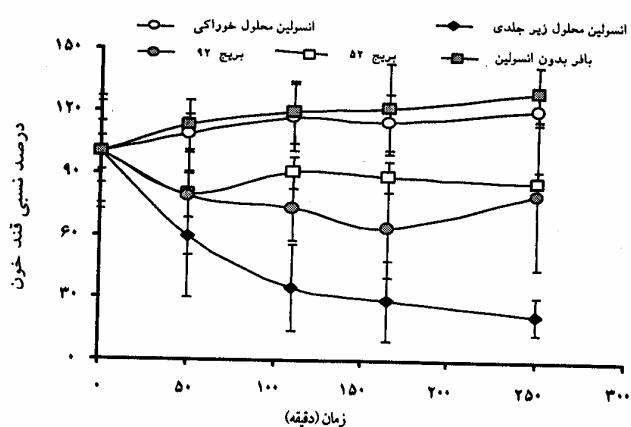

نمودار ۵: تغییر سطح سرمی گلوکز متعاقب تجویز خواراکی ۱۰۰ IU/kg و ۲۱۰ IU/kg انسولین محبوس نیوزومی و انسولین زیر جلدی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (n=۶)

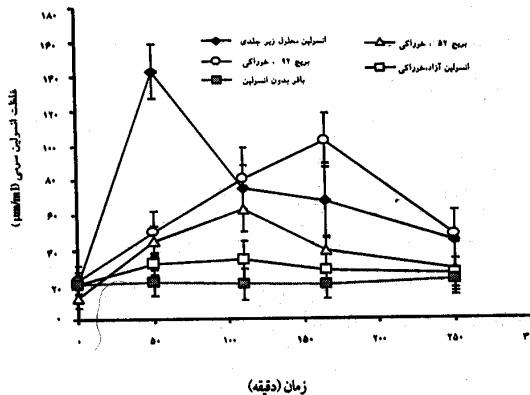

نمودار ۶: تغییر سطح سرمی انسولین متعاقب تجویز خوراکی IU/kg ۱۰۰ IU/kg انسولین محبوس نیوزومی و mg IU/kg انسولین زیر جلدی در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استریتووزوتوسین (n=6)

موش‌های صحرایی دریافت کننده فرمولاسیون‌های خوراکی بریج ۵۲ و ۹۲ به ترتیب برابر با $۱۳/۹۸ \times 10^3$ و $۱۳/۴۶ \times 10^3$ $\mu\text{U.ml}^{-1}.\text{min}^{2/46} \pm ۵/۲۸ \times 10^3$ بود. بدین ترتیب مشخص گردید که تجویز خوراکی انسولین نیوزومی با جذب سیستمیک هورمون و کاهش گلوکز خون همراه می‌باشد.

بحث

سورفکتانت‌های غیر یونی از دسته پلی‌اکسی‌آلکیل اتر در حضور کلسترول به خوبی تشکیل نیوزوم داده و برای محبوس‌سازی دیترانول، لیدوکائین، استرهای PABA، استرادیول و تریامسینولون استوناید (۳۳) مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در مجموعه سورفکتانت‌های مورد استفاده، بریج ۷۲ با HLB ۴/۹ (hydrophilic-lipophilic balance) برابر با ۷۶ دارای حداقل و بریج ۷۶ با HLB برابر با ۱۲/۴ دارای حداقل قطبیت در ساختار مولکولی خود بودند. این دامنه وسیع HLB در مورد سورفکتانت‌های غیریونی از دسته استرهای سوربیتان و مشتقات پلی‌اکسی‌اتیلن استرهای سوربیتان نیز مورد استفاده قرار گرفته است (۳۹). روش هیدراتاسیون لایه نازک چربی در ساخت لیپوزوم‌های حاوی انسولین نیز مورد استفاده قرار گرفته و نتایج حاصله مؤید پایداری مناسب انسولین در طی فرایند ساخت وزیکول‌ها بوده است (۳۰). این روش در تهیه نیوزوم‌های حاوی LHRH نیز استفاده شده است (۳). توزیع اندازه ذره‌ای زنگوله‌ای شکل (bell-shape) و انحراف

نمودارهای ۲ و ۳ به ترتیب میزان آزادسازی انسولین در SIF و SGF در ۳۷°C را به نمایش می‌گذارند. کمترین مقدار رهایش دارو در SGF و SIF مربوط به بریج ۹۲ و به ترتیب برابر با $۱۵/۳۲ \pm ۴/۱۲$ و $۲۶/۳۱ \pm ۳/۹۸$ درصد بود. این مقدار آزادسازی در مقایسه با سایر نیوزوم‌ها به طور معنی‌داری پایین‌تر بود ($P < 0.05$). این مسئله ممکن است به دنبال تشكیل کمپلکس بین دارو و اجزاء فرمولاسیون ایجاد شده باشد (۱۴).

درصد محافظت انسولین در حضور پیپسین و تریپسین در نمودار ۴ آورده شده است. احتباس انسولین در نیوزوم‌ها در مقایسه با انسولین آزاد حفاظت مؤثر و بالایی را نشان داد ($P < 0.05$).

تغییر سطح گلوکز و انسولین در سرم حیوانات دیابتی مورد مطالعه در نمودارهای ۵ و ۶ ارائه گردیده است. در دو گروه دریافت کننده انسولین خوراکی محبوس در نیوزوم، گلوکز خون در مقایسه با گروه‌های کنترل (PBS و محلول انسولین آزاد) افت نمود که در مورد بریج ۹۲ این کاهش معنی‌دار بود ($P < 0.05$). سطح بالای منحنی کاهش گلوکز خون ($AAC_{0-250\text{ min}}$) در موش‌های صحرایی دریافت کننده بریج ۵۲ و ۹۲ به ترتیب برابر با $۱۳/۸۷ \times 10^3 \pm ۸/۵۱ \times 10^3$ و $۱۰/۸۹ \times 10^3 \pm ۱۰/۲۵ \times 10^3$ mg.dL⁻¹.min^{2/46} بود.

به طور همزمان سطح انسولین خون در گروه‌های دریافت کننده فرمولاسیون نیوزومی خوراکی افزایش یافت. سطح زیر منحنی افزایش انسولین خون ($AUC_{0-250\text{ min}}$) در

این آزادسازی کند را می‌توان به تشکیل کمپلکس بین مولکولهای سورفکتانت و پروتئین، مشابه کمپلکس بین CF و مولکولهای بریج ۹۷ مربوط دانست (۱۴).

احتباس انسولین در ساختارهای چندلایه لیپوزومی منجر به حفاظت پروتئین در مقابل آنزیم‌های مخرب گردیده است که این امر می‌تواند ناشی از عدم دسترسی آنزیم به مولکولهای محصور انسولین و یا بی‌اثر شدن آنزیم متعاقب جذب سطحی در سطح لایه‌های دوگانه لیپوزومی باشد (۳۷). در تحقیق حاضر نیز حفاظت انسولین به دنبال محصور شدن در نیوزوم‌های متشکل از پلی‌اکسی‌اتیلن آلکیل اتر و کلسترول به اثبات رسید. با اینکه بین فرمولاسیون‌های مختلف نیوزومی تفاوت بارز آماری از نظر درصد محافظت انسولین وجود نداشت، لیکن بیشترین درصد محافظت انسولین در مقابل تریپسین مربوط به بریج ۹۲ بود که این مسئله احتمالاً ناشی از آزادسازی کند پروتئین ازین نوع فرمولاسیون می‌باشد. همچنین مجموع درصد حفاظت انسولین محبوس در نیوزوم‌های بریج ۵۲ در مقابل پیپسین و تریپسین بیش از سایر فرمولاسیون‌ها بود و به دلیل مذکور از این دو فرمولاسیون (بریج ۵۲ و ۹۲ با ۳۰ درصد کلسترول) برای مطالعه درون‌تنی استفاده شد.

Arrieta-Molero و همکاران (۲) گزارش داده‌اند که بهترین فرمولاسیون لیپوزومی با دوز ۵ IU/kg منجر به کاهش گلوکز خون به میزان ۵۸ درصد مقدار پایه گردیده است. در موش‌های صحرایی دریافت کننده دوز زیر جلدی انسولین، سطح گلوکز خون به سرعت کاهش یافته و در آخرین زمان نمونه‌برداری (۲۵۰ دقیقه) به حداقل میزان تنزل یافت (نمودار ۵). در مقایسه با گروههای کنترل، در گروهی نیز که نیوزوم‌های بریج ۹۲ تجویز خوراکی شده بود سطح گلوکز خون به طور معنی‌داری (۶۴ درصد مقدار اولیه) کاهش یافت (۰/۰۵ <P). نتایج این تحقیق مشابه کاهش گلوکز خون به میزان ۶۷ درصد، پس از تجویز خوراکی ۷۰ IU/kg انسولین محصور در لیپوزوم‌های با بار منفی روکش داده شده با مشتق کلسترول - مانان چندلایه لیپوزومی یا نیوزومی سریع‌تر از آزادسازی ماکرو مولکولهای نظیر انسولین می‌باشد (۲۰). در تحقیق حاضر کندترین سرعت آزادسازی در دو محیط مختلف مربوط به نیوزوم‌های بریج ۹۲ بود (۰/۰۵ <P). با توجه به مایع بودن نیوزوم‌های بریج ۹۲ و در نتیجه سیال بودن لایه‌های دوگانه حاصله،

استاندارد پایین در مورد قطر حجمی اندازه‌گیری شده به روش پراش پرتولیزر مشخص کننده روش مناسب ساخت می‌باشد. در نیوزوم‌های بریج ۵۲ افزایش درصد مولی کلسترول از ۱۰ به ۵۰ درصد مولی منجر به کاهش معنی‌دار اندازه وزیکول‌ها گردید (۰/۰۵ <P). همچنین در نیوزوم‌های بریج ۷۲ به دنبال افزایش درصد مولی کلسترول از ۰ به ۳۰ درصد با کاهش قطر حجمی نیوزوم‌ها همراه بود (جدول ۲). از آنجا که کلسترول افزایش دهنده نظم ساختار دو لایه‌ای وزیکول‌ها می‌باشد، افزایش درصد مولی کلسترول در برخی از نیوزوم‌های پلی‌اکسی‌اتیلن آلکیل اتر به کاهش اندازه ذره ای منتهی می‌شود (۳۳). در نیوزوم‌های بریج ۹۲، افزایش درصد کلسترول از ۳۰ به ۴۰ درصد به افزایش میانگین قطر حجمی (۰/۰۵ <P) نیوزوم‌ها منجر گردید (۰/۰۵ <P). افزایش تعداد دو لایه‌ها در اثر حضور مقادیر بالای کلسترول می‌تواند توجیه کننده این افزایش اندازه باشد (۱۴).

درصد محبوس سازی (EE) انسولین در این تحقیق (جدول ۲) مشابه نتایج EE این هورمون در لیپوزوم‌های روکش داده شده با مشتقان مختلف گلیکوزیدی بوده است (۳۰). با توجه به اینکه نقطه ایزوالکتریک انسولین در حدود ۵/۵ می‌باشد، در pH های بالاتر از این عدد، مولکول انسولین دارای بار منفی خواهد بود و در این شرایط وارد کردن مواد دارای بار مثبت، نظیر استئاریل آمین، در ساختار لیپوزوم منجر به افزایش درصد احتباس دارو می‌گردد (۱۳).

محل استقرار مولکولهای انسولین در ساختارهای وزیکولار با توجه به ماهیت آمفی‌فیل این پروتئین، در سطح و بینایین لایه‌های دوگانه می‌باشد (۱۵). همین امر منجر به پروفایل آزادسازی متشکل از فاز سریع اولیه، جداشدن از سطح نیوزوم، و فاز کند ثانویه، عبور انسولین از لایه‌های متعدد دوگانه نیوزومی، می‌گردد (نمودارهای ۲ و ۳). آزادسازی مبتنی بر دیفوژیون مولکولهای کوچک آبدوست مثل (5-(6)-carboxyfluorescein) از ساختارهای چندلایه لیپوزومی یا نیوزومی سریع‌تر از آزادسازی ماکرو مولکولهای نظیر انسولین می‌باشد (۲۰). در تحقیق حاضر مشاهده شد که با زمان دسترسی به بالاترین غلظت خونی

على رغم افت قابل توجه گلوكز خون در گروههای مورد مطالعه، به دلیل فراهمی زیستی (bioavailability) پایین انسولین متعاقب تجویز فرم نیوزوم خوراکی، آزمایشات بیشتر نظیر روکش دادن نیوزومها با مشتقان کیتوزان، استفاده از ترکیبات جذب افزا و مهار کننده های آنزیم های پروتئولیتیک برای بهبود فرمولاسیون خوراکی این هورمون را طلب می نماید.

سپاسگزاری

مؤلفین از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به دلیل تأمین بودجه طرح پژوهشی (طرح شماره ۷۹۲۲۳) و جناب آقای دکتر فرزندی (شرکت داروسازی اکسیر) به دلیل در اختیار قرار دادن پودر انسولین نوترکیب انسانی تقدیر و تشکر می نمایند.

انسولین (نمودار ۶) منطبق بود. این مشاهده مبین آن است که انسولین انسانی جذب شده از این فرمولاسیون به گیرنده های خود متصل و تسهیل ورود گلوكز را به بافت های مختلف امکان پذیر می سازد (۱۹). حصول حداکثر افت گلوكز خون در گروه نیوزوم برج ۵۲ خوراکی برابر با ۵۰ دقیقه بود که تفاوت معنی داری بین این گروه و گروه شاهد ملاحظه نگردید ($P>0.05$). با توجه به این که در گروه مذکور حداکثر غلظت پلاسمایی انسولین در زمان ۱۱۰ دقیقه ملاحظه گردید (نمودار ۶)، تعیین مقدار کسری از انسولین غیرفعال یا اجزای آن به روش رادیو ایمیونواسی را می توان به عنوان دلیل عدم انطباق فارماکوکنیتیک (افزایش انسولین پلاسمایی) و فارماکودینامیک (کاهش گلوكز خون) انسولین در این گروه مطرح نمود. نتیجه مشابهی به دنبال تجویز خوراکی نیوزوم های فسفاتیدیل اتانول حاوی انسولین در موش های صحرایی دیابتی گزارش شده است (۱۹).

Summary

Formulation of Insulin Containing Niosomes and the Effect of Their Oral Administration on Blood Glucose in Streptozotocin-induced Diabetic rats

Pardakhty A., PhD,¹ Varshosaz J., PhD,² Haghshemi V., PhD,³ and Rouhramini A., PhD.⁴

1. Assistant Professor, Pharmaceutics Department, School of Pharmacy, Kerman University of Medical Science, Kerman, Iran,
2. Associate Professor, Pharmaceutics Department, School of Pharmacy, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran,
3. Associate Professor, Pharmacology Department, School of Pharmacy, Isfahan University of medical Science, Isfahan, Iran,
4. Assistant Professor, Pharmaceutics Department, School of Pharmacy, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran

Multilamellar vesicles (niosome) of polyoxyethylene alkyl ether surfactants (Brij 52, 72, 76 and 92) were prepared using classic film hydration method. Vesicle formation ability of the surfactants was assessed in presence or absence of cholesterol. All used surfactants formed vesicles in the absence of cholesterol. Recombinant human insulin was used as a model protein drug to investigate encapsulation efficiency and release characteristics of the vesicles. The amount of insulin released in simulated intestinal fluid (SIF) and simulated gastric fluid (SGF) from Brij 92 vesicles was lower than the other ones. This vesicles also showed the highest protection of insulin against proteolytic enzymes, pepsin and trypsin. Diabetes was induced by IP injection of streptozotocin (65 mg/kg) in male wistar rats. Animals treated with oral niosome (Brij 52 and 92)-encapsulated insulin (100 IU/kg) showed decreased levels of blood glucose and elevation of serum insulin, which in the case of Brij 92 niosomes the hypoglycemic effect was significant ($P<0.05$).

Key words: Insulin, Oral drug delivery, Polyoxyethylene alkyl ethers, Niosome
Journal of Kerman University of Medical Sciences, 2005; 12(2): 119-129

References

- insulin delivery. *Eur J Pharm Biopharm* 2004; 57(2): 163-169.
- 13) Hashimoto A and Kawada J. Effects of oral administration of positively charged insulin liposomes on alloxan diabetic rats: preliminary study. *Endocrinol J* 1979; 26(3): 337-344.
- 14) Hofland HEJ. Vesicles as transdermal drug delivery systems, Ph.D. thesis. University of Leiden, Leiden, The Netherlands, 1992.
- 15) Iwanaga K, Ono S, Narioka K, Kakemi M, Morimoto K, Yamashita S, Namba Y and Oku N. Application of surface-coated liposomes for oral delivery of peptide: effects of coating the liposome's surface on the GI transit of insulin. *J Pharm Sci* 1999; 88(2): 248-252.
- 16) Khaksa G, D'Souza R, Lewis S and Udupa N. Pharmacokinetic study of noisome encapsulated insulin. *Indian J Exp Biol* 2000; 38(9): 901-905.
- 17) Kim A, Yun MO, Oh YK, Ahn WS and Kim CK. Pharmacodynamics of insulin in polyethylene glycol-coated liposomes. *Int J Pharm* 1999; 180(1): 75-81.
- 18) Kimura T, Sato K, Sugimoto K, et al. Oral administration of insulin as poly (vinyl alcohol)-gel spheres in diabetic rats. *Biol Pharm Bull* 1996; 19(6): 897-900.
- 19) Kisel MA, Kulik LN, Tsybovsky IS, et al. Liposomes with phosphatidylethanol as a carrier for oral delivery of insulin: studies in the rat. *Int J Pharm* 2001; 216(1-2): 105-114.
- 20) Lehr C-M. Bioadhesive drug delivery systems for oral application. Ph.D. thesis, University of Leiden, Leiden, The Netherlands, 1991.
- 21) Manosroi A, Wongtrakul P, Manosroi J, et al. Characterization of vesicles prepared with various non-ionic surfactants mixed with cholesterol. *Colloid Surfaces B: Biointerfaces* 2003; 30: 129-138.
- 22) Memisoglu E, Oner F, Ayhan A, Basaran I and Hincal AA. In vivo evaluation of rhGM-CSF wound-healing efficacy in topical vehicles. *Pharm Dev Technol* 1997; 2(2): 171-180.
- 23) Morcol T, Nagappan P, Nerenbaum L, Mitchell A and Bell SJ. Calcium phosphate-PEG-insulin-casein (CAPIC) particles as oral delivery systems for insulin. *Int J Pharm* 2004; 277(1-2): 91-97.
- 24) Morishita M, Morishita I, Takayama K, Machida Y and Nagai T. Novel oral microspheres of insulin with
- 1) Agarwal V, Reddy IK and Khan MA. Polymethacrylate based microparticulates of insulin for oral delivery: preparation and *in vitro* dissolution stability in the presence of enzyme inhibitors. *Int J Pharm* 2001; 225(1-2): 31-90.
- 2) Arrieta-Molero JF, Aleck K, Sinha MK, Brownscheidle CM, Shapiro LJ and Sperling A. Orally administered liposome-entrapped insulin in diabetic animals. *Horm Res* 1982; 16(4): 249-256.
- 3) Arunothayanun P, Turton JA, Uchegbu IF and Florence AT. Preparation and *in vitro/in vivo* evaluation of luteinizing hormone releasing hormone (LHRH)-loaded polyhedral and spherical/tubular niosomes. *J Pharm Sci* 1999; 88(1): 34-38.
- 4) Baillie AJ, Florence AT, Hume LR, Muirhead GT and Rogerson A. The preparation and properties of niosomes, non-ionic surfactant vesicles. *J Pharm Pharmacol* 1985; 37(12): 863-868.
- 5) Brewer JM and Alexander J. The adjuvant activity of non-ionic surfactant vesicles (niosomes) on the BALB/c humoral response to bovine serum albumin. *Immunology* 1992; 75(4): 570-575.
- 6) Carino GP, Jacob JS and Mathiowitz E. Nanosphere based oral insulin delivery. *J Control Release* 2000; 65(1-2): 261-269.
- 7) Chattaraj SC and Das SK. Physicochemical characterization of influenza viral loaded surfactant vesicles. *Drug Deliv* 2003; 10(2): 73-77.
- 8) Chung H, Kim J, Um J.Y, Kwon IC and Jeong SY. Self-assembled nanocubicle as a carrier for peroral insulin delivery. *Diabetologia* 2002; 45: 448-451.
- 9) Damge C, Vranckx H, Balschmidt P and Couvreur P. Poly (alkyl cyanoacrylate) nanospheres for oral administration of insulin. *J. Pharm. Sci.* 1997; 86(12): 1403-1409.
- 10) Dufes C, Gaillard F, Uchegbu IF, Schatzlein G, Olivier JC and Muller JM. Glucose-targeted niosomes deliver vasoactive intestinal peptide (VIP) to the brain. *Int J Pharm* 2004; 285(1-2): 77-85.
- 11) Ferro VA, Costar R, Carter KC, et al. Immune responses to a GnRH-based antifertility immunogen, induced by different adjuvants and subsequent effect on vaccine efficacy. *Vaccine* 2004; 22(8): 1024-1031.
- 12) Foss AC, Goto T, Morishita M and Peppas NA. Development of acrylic-based copolymers for oral

- 32)Uchegbu IF and Vyas SP. Non-ionic surfactant based vesicles (níosomes) in drug delivery. *Int J Pharm* 1998; 172: 33-70.
- 33)Van Hal, D. A. Non-ionic surfactant vesicles for dermal and transdermal drug delivery. Ph.D. thesis. University of Leide, Leiden, The Netherlands, 1994.
- 34)Varshosaz J, Pardakhty A, Hajhashemi V and Najafabadi AR. Development and physical characterization of sorbitan monoester níosomes for insulin oral delivery. *Drug Del* 2003; 10: 251-262.
- 35)Waranuch N, Ramachandran C and Weiner ND. Controlled topical delivery of cyclosporin-A from non-ionic liposomal formulation: mechanistic aspects. *J Liposome Res* 1998; 8(2): 225-238.
- 36)Weingarten C, Moufti A, Delattre J, Puisieux F and Couvreur P. protection of insulin from enzymatic degradation by its association to liposomes. *Int J Pharm* 1985; 26: 251-257.
- 37)Wu ZH, Ping QN, Wei Y and Lai JM. Hypoglycemic efficacy of chitosan-coated insulin liposomes after oral administration in mice. *Acta Pharmacol Sin* 2004; 25(7): 966-972.
- 38)Yoshida H, Lehr CM, Kok W, Juninger HE, Verhoeven JC and Bouwstra JA. Níosomes for oral delivery of peptide drugs. *J Control Rel* 1992; 21: 145-154.
- 39)Yoshioka T, Strenberg B and Florence AT. Preparation and properties of vesicles (níosomes) of sorbitan monoesters (Span 20, 40, 60 and 80) and a sorbitan triester (Span 85). *Int J Pharm* 1994; 105: 1-6.
-
- protease inhibitor protecting from enzymatic degradation. *Int J Pharm* 1992; 78: 1-7.
- 25)Morishita M, Goto T, Peppas NA, et al. Mucosal insulin delivery systems based on complexation polymer hydrogels: effect of particle size on insulin enteral absorption. *J Control Release* 2004; 97(1): 115-124.
- 26)Murdan S, Gregoriadis G and Florence AT. Sorbitan monostearate/polysorbate 20 organogels containing níosomes: a delivery vehicle for antigens. *Eur J Pharm Sci* 1999; 8(3): 177-186.
- 27)Niemiec SM, Ramachandran C and Weiner N. Influence of non-ionic liposomal composition on topical delivery of peptide drugs into pilosebaceous units: an *in vivo* study using the hamster ear model. *Pharm Res* 1995; 12(8):1184-1188.
- 28)Rentel CO, Bouwstra JA, Naisbett B and Junginger HE. Níosomes as a novel peroral vaccine delivery system. *Int J Pharm* 1999; 186(2): 161-167.
- 29)Shao Z Li Y, Krishnamoorthy R, Chermak T and Mitra AK. Differential effects of anionic, cationic, nonionic and physiologic surfactants on the dissociation, α -chymotryptic degradation and enteral absorption of insulin hexamers. *Pharm Res* 1993; 10(2): 243-251.
- 30)Tabbakhian M. Oral delivery of insulin by polymer-coated liposomes. Ph. D. thesis. University of Alberta, Edmonton, Canada, 1998.
- 31)Takeuchi H, Yamamoto H, Niwa T, Hino T and Kawashima Y. Enteral absorption of insulin in rats from mucoadhesive chitosan-coated liposomes. *Pharm Res* 1996; 13(6): 896-901.