

Structural and Electrochemical Studies on $\text{Li}_x(\text{Fe}_{1-\delta}\text{Mn}_\delta)\text{PO}_4$ Orthorhombic System as a Cathode Material for Lithium Rechargeable Batteries

Alavi, M.

Department of Chemistry, University of Esfahan, Iran

E-mail: m.alavi@sci.ui.ac.ir

Kelder, E. M., Schoonman, J.

Laboratory for Inorganic chemistry, Delft University of Technology,
The Netherlands

Key words: *Lithium-ion battery, Iron-Manganese Phosphate*

Abstract: The phase formation and solid solid solution system of Lithium Iron (II) Phosphate and Lithium Manganese (II) Phosphate using solid state reaction have been studied. The observed phases were identified by X-ray powder diffraction and Electrochemical measurements. The synthesised phases show X-ray diffraction spectra typical of orthorhombic symmetry, space group Pmn_b and are closely related to that of the olivine system. A relation between the amount of δ in the system $\text{Li}_x(\text{Fe}_{1-\delta}\text{Mn}_\delta)\text{PO}_4$ and the diffraction lines $2\theta(hk\bar{l})$ has been found. The electrochemical and chemical analyses of the charge - discharge reaction mechanism of the orthorhombic type $\text{Li}_x(\text{Fe}_{1-\delta}\text{Mn}_\delta)\text{PO}_4$, $0 < x < 1$, showed that this compounds can be used as cathode material for lithium rechargeable batteries.

پژوهشی

بررسی ساختاری و الکتروشیمیایی $\text{Li}_x(\text{Fe}_{1-\delta}\text{Mn}_\delta)\text{PO}_4$ با ساختار راستگوشی به عنوان ماده کاتد در باتری‌های جامد شارژ‌پذیر

مهدى علوى

گروه شیمی دانشگاه اصفهان

ای. ام. کلدر و جی. اسچونمن

گروه شیمی معدنی کاربردی علم مواد، دانشگاه فنی دلفت، هلند

(دریافت مقاله ۱۳۸۱/۳/۶ دریافت نسخه نهایی ۱۳۸۱/۷/۶)

چکیده: تشکیل فازهای مختلف بلورهای مخلوط در محلول‌های جامد لیتیم فسفات با آهن دو ظرفیتی، و لیتیم فسفات با منگنز دو ظرفیتی، با استفاده از روش واکنش حالت جامد به طریقه کلوخه سازی در آزمایشگاه تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. فازهای به دست آمده به وسیله روش پراش سنجی پودری پرتو X، XRD بررسی و تعیین شدند. نقش پراش پرتو X از فازهای تهیه شده نشان از ساختار راستگوش با گروه فضایی $P_{mn\bar{h}}$ دارد. و تقریباً مشابه ساختار اونیوین هستند. ارتباط تردیک بین مقدار δ در ساختار بلور مخلوط $\text{Li}_x(\text{Fe}_{1-\delta}\text{Mn}_\delta)\text{PO}_4$ و موقعيت خطوط پراش 2θ (hkl) نیز تعیین شد. بررسی شیمیایی و الکترشیمیایی حاکی از آن است که این ترکیبات می‌توانند به عنوان ماده کاتد در باتریهای جامد شارژ‌پذیر مورد استفاده قرار گیرند.

واژه‌های کلیدی: باتریهای لیتیم یونی، فسفات - منگنز - آهن راستگوش.

باتریهای لیتیم اولین بار در سال ۱۹۷۰ به صورت باتریهای شارژنایپذیر در صنایع نظامی مورد استفاده قرار گرفتند. در آن زمان با پیشرفت میکروالکترونیک، بررسی باتریهای لیتیم شروع شده بود. در سال ۱۹۸۰ اکسیدهای فلزی نظیر LiCOO_2 و LiNiO_2 به عنوان ماده کاتد پیشنهاد شدند [۱]. اکسیدهای فلزی عنصرهای واسط، به خاطر اتصال ساختار الکترونی با میدان بلور دارای ویژگی خاص فیزیکوشیمیایی هستند. چنین مواد یونی در بر قکافت به عنوان الکترود منفی یا مثبت کاربرد دارند. سیستمهای اکسیدی سه و چهارتایی می‌توانند برای تهیه آزمایشگاهی الکترودها مورد استفاده قرار گیرند. همچنین در تعیین رابطه بین ترکیب، ریز ساختار و خواص فیزیکی به کار گرفته می‌شوند. الکتروشیمیایی این نوع باتری‌ها بر انتقال یونهای لیتیم بین آند و کاتد استوار است. همچنین در الکتروولیت‌های جامد، رسانش به وسیله جریان الکترونی، یا حفرهای مثبت در شبکه بلور انجام می‌گیرد. باتریهای لیتیم با توجه به سیستم الکتروشیمیایی، جنس آند و کاتد دارای گستردگی و انواع مختلف هستند [۲]. قابل ذکر است که باتریهای لیتیم یونی قابل شارژ از جمله باتریهای جدیدی هستند که در زمینه انرژیهای نو، نوید بخش‌اند [۳]. در سال ۱۹۹۰ شرکت سونی باتریهای لیتیم با ولتاژ ۴ ولت به بازار عرضه کرد، که ولتاژ آنها بالاترین ولتاژی بود که تا آن زمان به صورت انبوه تولید شده بود. در این زمان باتریهای لیتیم به باتریهای اولیه و غیر قابل شارژ و باتریهای ثانویه قابل شارژ تقسیم می‌شدند [۴]. یکی از مهمترین ماده کاتدی $\text{Li}_x\text{Mn}_2\text{O}_4$ است که به لحاظ بالا بودن چگالی انرژی و ویژگیهای مناسب زیست محیطی مورد توجه است. ولی متأسفانه این ماده کاهش گنجایش چشمگیری به هنگام یک چرخه شارژ از خود نشان می‌دهد. از طرفی ویژگیهای ساختاری و الکتروشیمیایی این مواد با نوع سنتز و تهیه آزمایشگاهی در ارتباط است [۵].

در حال حاضر با استفاده از ترکیبیهای لیتیم دار به عنوان کاتد، مواد جدید سنتز و بررسی می‌شوند. تعدادی از ترکیبیهای اکسیدی و نا اکسیدی لیتیم به عنوان مواد جدید توانسته‌اند در باتریهای جامد مورد استفاده قرار گیرند. باتریهای لیتیم یونی در تلفن‌های همراه، راپانه، و دیگر وسایل الکترونیکی استفاده فراوان دارند [۶]. در این پژوهش،


ضممن بررسی روش تهیه آزمایشگاهی بسلورهای مخلوط $\text{Li}_{1-x}(\text{Fe}_{1.8}\text{Mn}_8)\text{PO}_4$ به منظور استفاده به عنوان ماده کاتد در باتریهای جامد، از نظر ساختار شیمیایی و الکتروشیمیایی، مورد بررسی قرار گرفت.

روش کار

ترکیبیهای $\text{Li}_{1-x}(\text{Fe}_{1.8}\text{Mn}_8)\text{PO}_4$ با ارقام ۵ برابر ۰,۲, ۰,۴, ۰,۵, ۰,۷, ۰,۸, ۰,۹ و مقدارهای مولی تعادلی از پودرهای آلومینیم هیدروژن اورتوفسفات، لیتیم کربنات، آهن II اکسالات و منگنز II اکسالات با استفاده از واکنش حالت جامد تهیه شدند. به منظور جلوگیری از اکسایش Mn^{2+} به Mn^{4+} با Mn^{3+} و نیز اکسایش Fe^{2+} به Fe^{3+} واکنش در فضای گاز N_2 نخست تا دمای 340°C به مدت یک ساعت گرمایی داده شد تا گازهای تولید شده از محیط خارج شوند. سپس به مدت 24 ساعت تا 800°C در کوره الکتریکی گرمایی داده شد. پس از سرد شدن تا دمای اتاق و رسائیدن آنها، با استفاده از دستگاه پراش سنج پرتو X (زمینس و لامپ پرتو X با طول موج $\lambda = 1,540.6 \text{ \AA}$) انگشتrom) الگوهای XRD در گستره 2θ بین 10 تا 50 درجه انجام شد. بررسی الکتروشیمیایی از پودرهای سنتز شده با مقدارهای ۵ برابر ۰,۲, ۰,۵, ۰,۷ در واحد فرمول بلور مخلوط لیتیم منگنز آهن فسفات انجام گرفت، هر کدام از نمونه‌ها همراه با 25 درصد وزنی کربن و 5 درصد وزنی (Polytetrafluorethylen) PTFE پس از مخلوط کردن روی یک سطح فولادی زیر فشار قرار داده شد. نمونه‌های تهیه شده به صورت ورقه نازک دایره‌ای شکل با قطری در حدود یک سانتیمتر برش داده شدند. شارژ و دشارژ آن به عنوان کاتد در یک باتری و استفاده از فلز لیتیم به عنوان آند و الکترولیت DME (dimethoxyethane) انجام گرفت.


بحث و برداشت

شکل ۱ پراش پرتو X از فرآورده‌های با مقدارهای متفاوت Mn و Fe را در شبکه بلوری لیتیم، آهن، منگنز، فسفات از نوع شبکه اولیوین نشان می‌دهد. با توجه به واحد فرمولی $\text{Li}_{1-x}(\text{Fe}_{1.8}\text{Mn}_8)\text{PO}_4$ ملاحظه می‌شود که جایگزین Mn و Fe در شبکه، بدون تأثیر اذای ساختار شبکه به هر نسبت دلخواه از مقدارهای Mn و Fe انجام می‌گیرد.

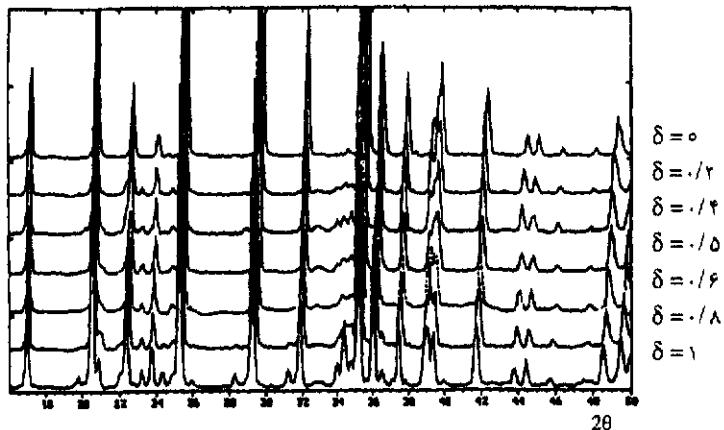


شکل ۱ نقشهای پراش پرتو X، از نمونه های بلور مخلوط $\text{Li}(\text{Fe}_{1.6}\text{Mn}_6)\text{PO}_4$ شامل فازهای $0.56 > \delta > 0$ Triphylline و $\delta = 1$ Lithophyllite

بنابراین ما با یک نوع بلور و مخلوط جانشینی کاتیونی مواجه هستیم. از الگوهای پراش پرتو X نتیجه می شود که گرچه شدت قلهای و الگوی کلی آنها با مقدارهای δ متفاوت δ یکسان است، لیکن مقدارهای 2θ روی محور افقی بر حسب مقدارهای δ متفاوت است. بدین منظور از خط طیفی (112) مقدارهای 2θ بین 41.2 و 42.8 درجه مربوط به نمونه های سنتز شده الگوی XRD گرفته شد (شکل ۲). بیشترین تفاوت 2θ برای فازهای مخلوط از این خط برای $\delta = 0$ و $\delta = 1$ یعنی برای LiFePO_4 و LiMnPO_4 مقدار 41.7° درجه سنجیده شد و خط پراش مربوط به صفحه بازتاب میلر (112) برای LiFePO_4 برابر $41.17^\circ = 2\theta$ و برای LiMnPO_4 برابر $42.37^\circ = 2\theta$ به دست آمد. با استفاده از مقدارهای به دست آمده 2θ و δ منحنی شکل ۳ رسم شد. این منحنی می تواند به عنوان منحنی شاهد مورد استفاده قرار گیرد. لذا با اندازه گیری مقدارهای 2θ می توان δ را در فازهای متفاوت بدست آورد. با کاهش مقدار δ ، 2θ افزایش می یابد، و بنابر قاعده Vegard [۷] مقادیر δ در فازها تابع پارامتر شبکه مربوط به آن فاز است. لذا با استفاده از شکل ۳ مقادیر Mn و Fe در بلور مخلوط جانشین و بدون حد اگر مقدار Li ثابت باشد با محاسبه 2θ به دست می آید.

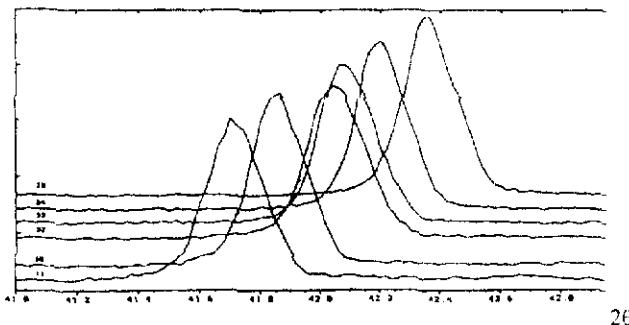


شکل ۲ مقدارهای θ برای خطوط پراش پرتو X از صفحه (112) در بلور مخلوط $\text{Li}(\text{Fe}_{1-\delta}\text{Mn}_\delta)\text{PO}_4$ به عنوان تابعی از مقدار δ : ۰، ۰.۲، ۰.۴، ۰.۵، ۰.۶، ۰.۸، ۱

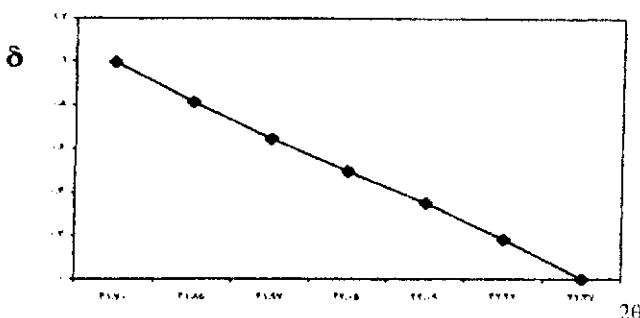

شکل ۳ زوایای پراش θ برای خط (112) به عنوان تابعی از مقدار δ در $\text{Li}(\text{Fe}_{1-\delta}\text{Mn}_\delta)\text{PO}_4$

شکل ۴ نقش ساختار یاخته یک شبکه $\text{Li}_x(\text{Fe}_{1-\delta}\text{Mn}_\delta)\text{PO}_4$ را نشان می‌دهد [۸]. در این شکل یکنهاهای چهار وجه مشکل از فسفر در مکرر و اکسیژن‌ها در رئوس ملاحظه می‌شوند. یونهای Mn و Fe در مرکزهای هشت وجهی با عدد آرایی شش قرار دارند. در این ساختار اصولاً دو نوع پیوند اکسیژنی مورد توجه است. یکی پیوند پل ساز و دیگری پیوند اتمی اکسیژن، پیوند پل ساز بین Fe و Mn و یا Li با اکسیژن دارای عدد هم آرایی ۶ با فاصله‌ای در حدود ۲.۲ Å است و فاصله پیوند ناپل ساز بین فسفر و اکسیژن با عدد هم آرایی ۴ در حدود ۱.۵۴ Å است.


در شکل ۵ نتیجه بررسیهای الکتروشیمیایی روی نمونه‌های سنتز شده آزمایشگاهی در این ایجاد شده‌اند. به کارگیری لیتیم آهن II فسفات و یا لیتیم منگنز II فسفات و فازهای

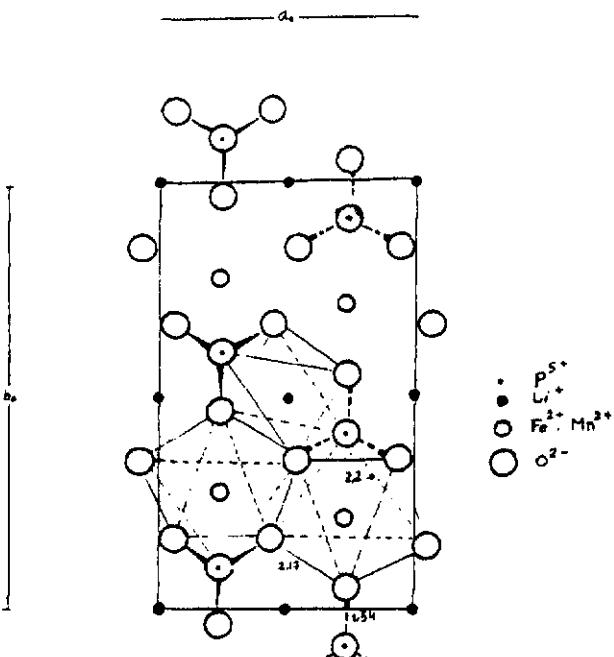

شکل ۴ تصویر دو بعدی از ساختار یاخته یکه $\text{Li}_x(\text{Fe}_{1-\delta}\text{Mn}_\delta)\text{PO}_4$ در جهت محورهای x,y,z. محور z عمود بر صفحه کاغذ در نظر گرفته شده است. چهار وجهی های PO_4 در این شکل یونهای یک ظرفیتی آن، دو ظرفیتی Mn, Fe با عدد هم آرایی شش هستند.

مخلوط به عنوان ماده کاتد در باتریهای یونی لیتیم نشان می دهد که این مواد می توانند به عنوان باتریهای کم توان مورد استفاده قرار گیرند. روند منحنیها در شکل ۵ برای مقادیر متفاوت δ مختلف است. در ضمن منحنی ولتاژ بستگی به مقادیر x واحد فرمول شیمیایی دارد. جاسازی و جداسازی لیتیم به هنگام شارژ و دشارژ را می توان با الگوهای پراش پرتو X از نمونه ها بررسی کرد. معمولاً جداسازی لیتیم از کاتد به شارژ و وارد سازی لیتیم به دشارژ مربوط می شود، تبدیل Li^+ به Li در سیستم همراه با تبدیل های $\text{Mn}^{2+}/\text{Mn}^{3+}$, $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ انجام می گیرد.

این پدیده تغییر ظرفیت یونی منجر به جریان الکترونی در باتری برای شارژ و دشارژ می شود. لذا روند جریان الکترونی بین کاتد و آند از یک سو به ساختار شبکه ای کاتد و جایگزینی Li در جایگاههای کاتیونی بستگی دارد و از طرف دیگر مقادیر Mn

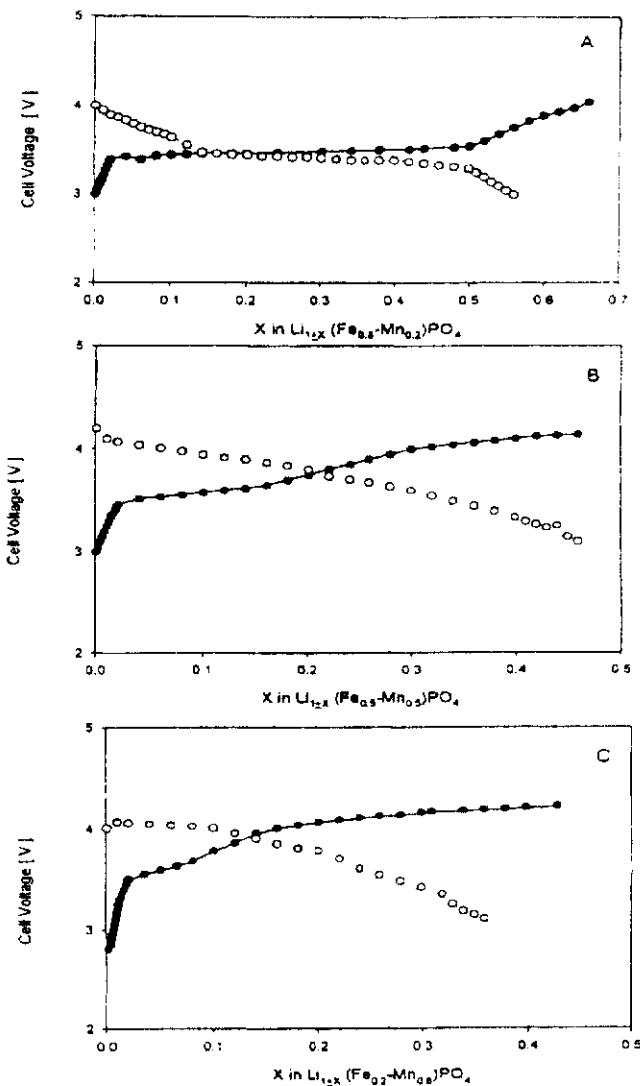

شکل ۵ منحنی های شارژ و دشارژ لیتیم در چگالی جریان ۲mA/g باری سیکل
 $\text{Li}_{1-\delta}(\text{Fe}_{1-\delta}\text{Mn}_\delta)\text{PO}_4$ \circ شارژ \bullet دشارژ $\delta = 0.8(\text{C})$ $\delta = 0.5(\text{B})$ $\delta = 0.2(\text{A})$

و Fe بر منحنیهای شارژ و دشارژ تاثیر دارند، به طوری که با انتخاب مقادیر معینی از Mn و Fe در ساختار شبکه بلور مخلوط میزان ولتاژ مورد نظر باتری تنظیم می شود. در واحد ساختاری $\text{Li}_x(\text{Fe}_{1-x}\text{Mn}_\delta)\text{PO}_4$ اکسیژن با چهار اتم مجاور است، با توجه به این واحد ساختاری و استفاده از قاعده الکترواستاتیکی پاولینگ، هم آرایی ها و موقعیتهای

فضایی یونها برای این گروه تقارنی به صورت زیر تنظیم شد. اختلاف بار جزئی به دست آمده از رابطه بالا می‌تواند مربوط به مقدارهای جریان الکترونی بااتری باشد. بررسی‌های نظری هنوز ادامه دارد. لذا بار هر اکسیژن به عنوان آنیون براساس قاعدة الکترواستاتیکی پاولینگ به صورت رابطه زیر است:

$$\frac{1}{6} \left[\left(\frac{2}{6} + \frac{3}{6} \right) / 2 \right] + \frac{5}{4} = 2$$

رابطه بالا با فرض آنکه در فرمول $\text{Li}_x(\text{Fe}_{1.8}\text{Mn}_8)\text{PO}_4$ مقدار $x = 1$ باشد تنظیم شده است. رابطه پاولینگ عدد هم‌آرایی و ظرفیت کاتیون‌های شرکت کننده در ساختار را نشان میدهد و می‌تواند از دیدگاه نظری در پدیده الکتروشیمیایی جامد یونی مورد استفاده قرار گیرد. اگر مقادیر x کمتر از 1 باشد رابطه به صورت زیر در نظر گرفته می‌شود:

$$\frac{1 - (1 - x)}{4} + \left[\left(\frac{2 - (1 - x)}{6} + \frac{3 - (1 - x)}{6} \right) / 2 \right] + \frac{5}{4}$$

اختلاف بار جزئی به دست آمده از رابطه بالا میتواند مربوط به مقدارهای جریان الکترونی بااتری باشد. بررسی‌های نظری هنوز ادامه دارد.

مراجع

- Thacheray M.M., David W.I.F., Burce P.G., Goodenough J.B., *Mater Res. Bull.* **18** (1983) 461.
- Li W., Reimers J.N., Dahn J.R., *Solid state ionics* **67** (1993) 121.
- Tarascon J.M, *J. Electrochem Soc.* **145** (1998) 194.
- Gao Y., Dahn J. R., *J. Electrochem. Soc.* **143**(1996) 100.
- Gummov R.J., de Kock A., Thackeray M.M., *Solid state ionic* **69** (1994).
- Schooman J., Tuller H.L., *J. of power Sources* **81-82** (2001).
- Vegard L., *Kristallographi* **67** (1928) 239.
- Geller S., Durand J.L., *Acta Cryst.* **13** (1960) 325.