

## الگوی جدایش میکروسکوپی آلمینیم (Al) و سیلیسیم (Si) در ریز ساختار زمینه چدنها با گرافیت کروی

علیرضا کیانی رشید\* و محمد علی گلعاذر\*\*

بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان  
دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

(دریافت مقاله: ۸۱/۳/۱ - دریافت نسخه نهایی: ۸۲/۵/۱۸)

چکیده - الگوی ریزجدایش<sup>۱</sup> عناصر آلیاژی آلمینیم و سیلیسیم در چدنها با گرافیت کروی تحقیق شده است. تجزیه‌های میکروسکوپی توسط EDX و EPMA<sup>۲</sup> بیانگر این واقعیت است که در زمینه چدنها ریختگی آزمایش شده نایکنواختی وجود دارد. در نواحی نزدیک کره‌های گرافیت زمینه غنی از آلمینیم است، در حالی که غلظت سیلیسیم در نواحی بین دانه‌ای بیشتر است. علاوه بر این، نتایج حاصل از آستینیته کردن<sup>۳</sup> چدنها نشکن حاوی آلمینیم در دمای ۹۲۰°C و زمانهای نگهداری متفاوت نشان می‌دهد که آستینیته کردن قادر به کاهش نامگنی ریزساختار ریختگی بوده و جدایش Al و Si به نحو محسوسی با افزایش زمان آستینیته کردن برای مقادیر متفاوت آلمینیم کاهش یافته و در حقیقت، زمینه این چدنها بعد از زمان نگهداری کافی می‌تواند عاری از جدایش باشد.

واژگان کلیدی : جدایش میکروسکوپی، ریزساختار، آلمینیم، سیلیسیم، چدن با گرافیت کروی، آستینیت،

## The Microsegregation Pattern of Aluminum and Silicon in the Matrix Microstructure of the Nodular Cast Irons

A.R. Kiani Rashid and M. A. Golozar

Department of Materials Engineering, Faculty of Engineering, Sistan & Baluchestan Univ.  
Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology

**Abstract:** The microsegregation pattern of aluminium and silicon in the nodular cast irons has been investigated. Microscopic analysis by EDX and EPMA indicates that there is inhomogeneity in the matrix of the as-cast experimental irons. Al is enriched at areas close to the graphite nodules, whereas the concentration of silicon is higher in the intercellular regions. Furthermore, the results obtained on the austenitised Al-alloyed ductile irons at 920°C at different holding times indicate that austenitising reduces the inhomogeneity of the as-cast microstructure and that after sufficient holding time, the matrix of Al-alloyed ductile irons containing different Al concentrations can be virtually segregation free.

**Keywords:** Microsegregation, Microstructure, Aluminium, Silicon, Nodular Graphite Cast Iron, Austenite.

\* - استادیار      \*\* - استاد

## ۱- مقدمه

گرافیت در مقایسه با نواحی بین دانه‌ای داشته و Mn عنصری است که در نواحی بین دانه‌ای جدایش یافته و به طور معکوس عمل می‌کند [۴].

عملیات حرارتی مختلف در مورد آلیاژهای آهنی کاربرد گسترده‌ای را دارند و با اهداف متفاوتی از جمله رفع تنش، افزایش یکنواختی ریزساختار، تغییر خواص مکانیکی و فیزیکی و ... به کار می‌روند. جدایش عناصر آلیاژی در طول انجماد "عوامل" در مرحله آستینیت کردن به طور کامل حذف نمی‌شود. بهمنی و الیوت گزارش کرده‌اند که جدایش بین عناصر، سرعت استحاله تکدامی آستینیت را کاهش می‌دهد [۵].

در پژوهش حاضر به تأثیر حضور عنصر آلومینیم در مجاور عنصر گرافیت زای سیلیسیم که به طور معمول در چدنها وجود دارد پرداخته شده است و با انتخاب درصد های متفاوتی از این عنصر سعی شده است که چگونگی میکروجدایش این دو عنصر مهم گرافیت زا در نواحی نزدیک به کره‌های گرافیت و در حد فواید آنها با استفاده از روش‌های پیشرفته و متنوع تحلیل شیمیایی بررسی شود [۶].

نتایج به دست آمده بیانگر حضور درصد بالاتر آلومینیم در جوار کره‌های گرافیت بوده و عملاً آلیاژها با درصد متفاوت از این عنصر رفتار مشابهی را ارائه می‌دهد. در تمامی این نمونه‌ها عنصر سیلیسیم عملکرد متفاوتی را در حضور آلومینیم نشان می‌دهد و غلظت این عنصر در نواحی مرز دانه‌ها بیشتر از نواحی مجاور کره‌های گرافیت است [۶].

### ۲- روش انجام آزمایشها

تولید چدنها حاوی آلومینیوم با درصد بالایی از گرافیتها کروی از پیچیدگی بیشتری در قیاس با چدنها معمول برخوردار است. در این زمینه محققان قبلی از روش‌های کاملاً ابتکاری و متنوعی در تهیه این آلیاژها استفاده کرده‌اند [۷-۱۲]. در همین ارتباط برای تولید چدنها کروی با درصد های متفاوت آلومینیم، با شناخت از ویژگیهای این عنصر و امکان تخریب ساختار گرافیتها و با اطلاع از تجربیات موجود، ذوب،

وجود جدایش میکروسکوپی (ریزجدایش) در ریزساختار آلیاژها عمدتاً تاثیر محسوسی را بر کلیه خواص فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی، الکترونیکی و ... مواد می‌گذارد. میکروجدایش بعضی از عناصر در ریز ساختار زمینه چدنها توسط تعداد محدودی از محققان بررسی شده است. در بررسی ریزجدایش در چدنها روش‌های بسیار متفاوتی همانند اج کردن خاص، لیزر، اشعه ایکس و میکروسکوپیهای الکترونی به کار گرفته شده است. گزارشها بیانگر ارتباط بین میکروجدایش و گرافیت زایی و یا پایدارسازی کاربید است. در مواردی نیز به تاثیر جدایش میکروسکوپی بر فرایندهای عملیات حرارتی بعدی پرداخته شده است. زوکو سعی کرده است تا رابطه ای بین اکتیویته اجزا و شبیه تای لاین<sup>۱</sup> در نواحی مختلف دو فازی و سه فازی نمودارهای فازی ارائه کند [۱]. در همین تحقیق گزارش شده است که رفتار میکروجدایش در سیستمهای تعادلی و شبیه<sup>۲</sup> تعادلی Fe - C - Si - Mn متفاوت است.

دورازیل و همکارانش، براین عقیده‌اند که Mo و Mn طول انجماد جدایش انجام داده و این عناصر کاربیدزای قوی باید به ترتیب در حد حداقل  $0/5$  و  $0/3$  درصد نگهداری شوند. آنها ادعا کرده‌اند که منگنز و مولیبدن می‌توانند در مرزهای سلولهای یوتکتیک غلظت بیشتری را داشته و لذا باعث کاهش درصد افزایش طول و چقرمگی<sup>۳</sup> در قطعات ریختگی شوند [۲].

محققان دیگر گزارش کرده‌اند که در فرایند انجماد چدنها نشکن حاوی  $0/67$  Mn ،  $2/64$  Si ،  $3/52$  C در نواحی  $0/25$  Mo و  $0/25$  Cu درصد غلظت عناصر Si و Cu در نواحی نزدیک کره‌های گرافیت بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر، عناصر پایدار کننده کاربید همانند Mn و Mo در نواحی بین دانه‌ای تجمع می‌کنند. این پدیده در آخرین مراحل انجماد شکل گرفته است. ریز ساختار مزبور نشانده‌ند عدم یکنواختی این داده حتی در دمای آستینیت کردن  $C^{920}$  و بعد از  $120$  دقیقه به طور کامل حذف نمی‌شود [۳]. همچنین در تحقیق دیگر<sup>۴</sup> نشان داده است که Si ، Cu و Ni غلظت بالاتری در نزدیکی

خاصیت نیز در تهیه آلیاژها با درصد بالای گرافیت کروی بهره FeSiMg گرفته شد به گونه ای که افزایش ۰/۸۵ درصد وزنی Mg برای تهیه نمونه هایی با بیش از ۹۰ درصد گرافیت کروی کافی تشخیص داده شد. در همین ارتباط از مواد جوانه زا در دو مرحله با روش غوطه وری و سیستم راهگاهی و به میزان ۰/۳ درصد وزنی با اندازه ذرات کوچکتر از ۳ mm استفاده شد.

نهایتاً نمونه های موردنظر در قالب های ماسه ای و به شکل بلوكهایی مطابق با استاندارد ASTM A ۸۹۷ M - ۹۰<sup>۸</sup> و در قالب هایی از جنس ماسه ریخته گری شدند. پس از بریدن و پولیش کردن نمونه ها، ترکیب شیمیایی مربوط با کمک کوانتمتر تعیین شد که ترکیب شیمیایی آنها در جدول (۱) ارایه شده است.

در این تحقیق از دو دستگاه SEM<sup>۹</sup> از نوع سری ۳ و سری ۴ در اتصال با سیستم میکرو آنالیز ISIS آکسفورد برای مشاهدات میکروسکوپی و مطالعه جدایش Al و Si در ریز ساختارهای مشاهده شده توسط SEM بهره گرفته شد. در این ارتباط از ولتاژ شتاب دهنده ۲۰ kV و فاصله کار ۲۶ mm برای آزمایشها استفاده شد. تحلیلهای میکروسکوپی روی نمونه های بریده شده در حالت ریختگی و عملیات حرارتی شده انجام شد. بعد از ماشینکاری و تمیز کاری، نمونه های مخصوص با ضخامت کمتر از ۱۵ mm تهیه شده و سپس سطوح کاملاً صاف و پرداخت نهایی شدند.

یک دستگاه CAMECA SX - ۵۰ در اتصال با اسپکترومتر WDS<sup>۱۰</sup> و یک سیستم EDS<sup>۱۱</sup> از نوع S ۱۰/۵۵ Link برای تشخیص ویژگی های اشعه ایکس به کار گرفته شده تا جدایش عناصر سیلیسیم و آلومینیم در طول انجاماد و مطالعه میزان یکنواختی را بعد از عملیات حرارتی همگن سازی میسر سازد. از EDS برای تحلیل کیفی سریع استفاده شد و اسپکترومترهای بلوری برای تحلیلهای تماماً کمی به کار گرفته شدند. این وسیله با ریز پردازنده ها<sup>۱۲</sup> به طور کامل کنترل شده و استنتاج داده ها و فراوری آنها با یک دستگاه SUN ۳/۱۶۰ صورت گرفت.

محدودیت تشخیص برای تحلیلهای برابر ۰/۰۵ - ۰/۱ درصد

آلیاژ سازی و ریخته گری در شرایط کنترل شده تری صورت گرفت.


ابتدا با استفاده از کوره های بوته ای گازی (با ظرفیت ۲۵Kg) و القایی (با فرکانس بالا و ظرفیت ۲۰Kg با بوته کج شونده) ذوب و آلیاژ سازی انجام شد. بعد از ذوب کردن دمای آلیاژ تا ۱۵۵۰°C افزایش یافته و برای جلوگیری از شناور شدن و اکسید شدن آلومینیم قطعات کوچک آلومینیم به بخش پایین مذاب وارد شد و فرست کافی به آنها داده شد تا کاملاً ذوب شوند. کروی کردن با آلیاژ (%/۵ FeSiMg) انجام شد. با توجه به اینکه Mg با مذاب باشد ترکیب زیادی ترکیب می شود، برای جلوگیری از پاشیده شدن مذاب به اطراف از محفظه خاصی استفاده شد. سپس با استفاده از فرسیلیسیم حاوی توزیع مطلوبتر فراهم شود.

مطابق با شکل (۱) از یک محفظه واکنش در سیستم راهگاهی که مواد کروی کننده و جوانه زا نگهداری می کند بهره گرفته شد تا این مواد به تدریج و به طور یکنواخت در حین ورود مذاب به قالب افزوده شده تا تاثیر آن افزایش یابد [۱۳]. در کلیه روش های افزودن منیزیم و یا سایر مواد کروی کننده به مذاب، مقدار درصد وزنی این عنصر بستگی به مقدار گوگرد موجود مذاب و دما دارد. میزان بازیابی منیزیم همچنین تابعی از نوع فرایند افزودن این مواد و ترکیب آلیاژی آن است. به عنوان مثال حضور عنصری همچون سریم این قابلیت را به شدت افزایش می دهد [۱۴ و ۱۵].

در این تحقیق برای تهیه مذاب از موادی با درصد بسیار پایین گوگرد استفاده شد تا تاثیر مخرب این عنصر در زمینه تبدیل گرافیت کروی به لایه ای کاوهش داده شود [۱۵]. همچنین آزمایشات متعدد تائید کننده تاثیر قابل توجه سرعت سرد کردن در افزایش میزان گرافیتهای کروی است [۱۶]. که از این

جدول ۱- ترکیب شیمیایی چدن‌های نشکن حاوی آلمینیم مورد مطالعه (درصد وزنی)

Fe	Mg	S	P	Mn	Ni	Si	C	Al	آلیاژ
باقیمانده	۰/۰۵	<۰/۰۰۵	<۰/۰۰۵	۰/۰۹	۰/۰۳	۱/۰۸	۳/۷۱	۰/۰۸	٪۰/۰۸Al
باقیمانده	۰/۰۵	<۰/۰۰۵	<۰/۰۰۵	۰/۰۶	۰/۰۴	۱/۰۶	۳/۶۸	۰/۴۸	٪۰/۴۸Al
باقیمانده	۰/۰۵	<۰/۰۰۵	<۰/۰۰۵	۰/۰۷	۰/۰۴	۱/۱۸	۳/۵۸	۱/۷۱	٪۱/۷۱Al
باقیمانده	۰/۰۶	<۰/۰۰۵	<۰/۰۰۵	۰/۱۱	۰/۰۴	۱/۲۱	۳/۰۵	۲/۱۱	٪۲/۱۱Al
باقیمانده	۰/۰۶	<۰/۰۰۵	<۰/۰۰۵	۰/۱۰	۰/۰۵	۱/۲۴	۳/۴۸	۳/۱۰	٪۳/۱۰Al
باقیمانده	۰/۰۵	<۰/۰۰۵	<۰/۰۰۵	۰/۱۰	۰/۰۵	۱/۲۲	۳/۴۴	۴/۸۸	٪۴/۸۸Al
باقیمانده	۰/۰۶	<۰/۰۰۵	<۰/۰۰۵	۰/۱۰	۰/۰۷	۱/۲۵	۳/۲۵	۶/۱۶	٪۶/۱۶Al

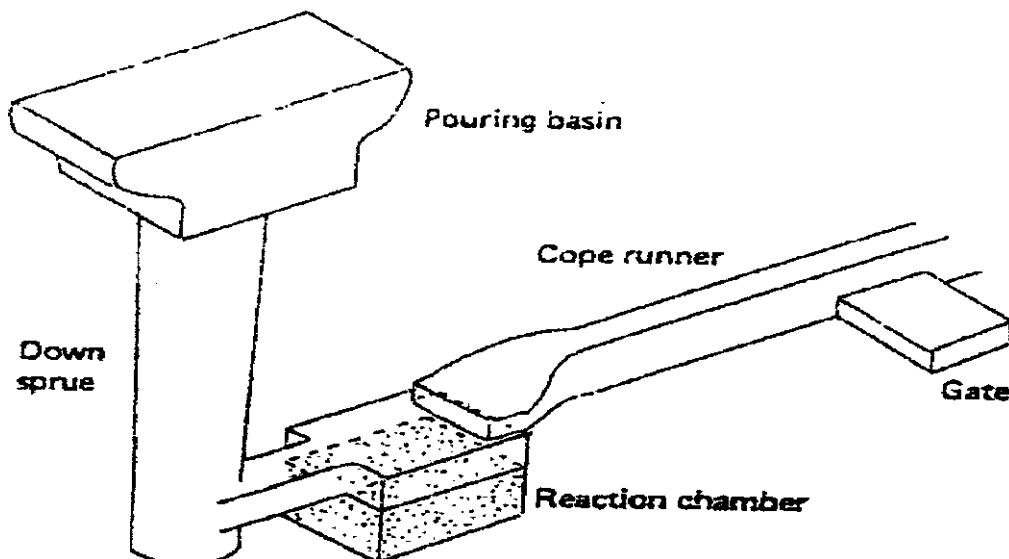


شکل ۱- چگونگی تعبیه محفظه واکنش در سیستم راهگاهی برای کروی کردن گرافیتها در چدن‌های نشکن (۱۳)

CAMECAPAP استفاده شد.

### ۳- نتایج حاصل از آزمایشها

در این تحقیق تعداد قابل توجهی نمونه چدنی با درصدهای متفاوتی از آلمینیم ریخته‌گری و ساختار میکروسکوپی آنها دقیقاً مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌ای از یک ریزساختار در حالت ریختگی در شکل ۲ نشان داده شده است. این ساختار مشکل از گرافیتها کروی است که به طور کاملاً تصادفی و با توزیع نسبتاً مناسبی در یک زمینه فریتی - پرلیتی پخش شده‌اند و ساختار معمول این دسته از چدنها است.

وزنی عناصر (ppm - ۱۰۰۰ - ۵۰۰) است. یک ولتاژ شتاب دهنده الکترونی ۱۵ kv و جریان اشعه ۵۰ nA انتخاب شد تا چگونگی توزیع سیلیسیم و آلمینیم خالص به عنوان فلزات مرجع در اندازه گیری به کار رفته و مقدار آهن برابر اختلاف باقیمانده Al فرض شد. در رسم نقشه‌های تحلیل شیمیایی عناصر اصلی (Al و Si)، از ولتاژ شتاب دهنده ۱۵ kv و اشعه با جریان nA در ۵۰ ردیفهای  $512 \times 512$  پیکسل <sup>۱۳</sup> و زمان توقف اشعه ۵۰ msec بهره گرفته شد و برای رسم این نقشه‌ها از بزرگنمایی اسمی  $\times 2000$  و نهایتاً "برای تصحیح داده‌ها از نرم‌افزار

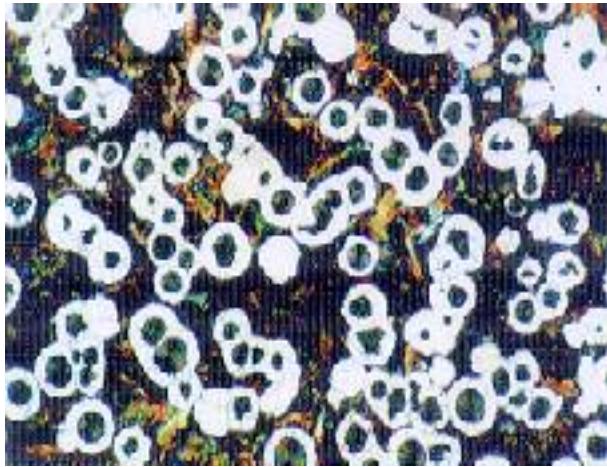

شکل ۲- ریز ساختار میکروسکوپی چدن نشکن حاوی Al۱/۷۱ درصد نشانده‌نده گرافیتهای کروی در زمینه فریتی- پرلیتی با ساختار معروف به چشم گاوی است.

نمونه‌های مورد نظر در دمای  $C_{920}^{\circ}$  برای زمانهای متفاوتی آستینیت و سپس تا دمای اطاق کوئنچ<sup>۱۴</sup> شدند. شکلهای (۵) و (۶) بیانگر این مطلب‌اند که در زمانهای کوتاه آستینیتی کردن، جدایش قابل توجهی مشاهده شده است. در حالی که افزایش زمان دما دادن در دمای نسبتاً بالا، اختلاف در توزیع عناصر در زمینه ریزساختار را به شدت کم می‌کند. تاثیر آستینیتی کردن در دمای  $C_{920}^{\circ}$  در دونمونه با درصدهای متفاوت Al مشهود بوده و در هر دو ترکیب با گذشت افزایش زمان آستینیتی کردن یکنواختی بیشتری در نمونه‌ها ملاحظه می‌شود.

#### ۴- بررسی نتایج

چدنهای آلیاژی Fe-C-Al-Si از یک نمودار فازی پیچیده برخوردارند. به طور کلی ریزساختار چدنهای حاوی آلومینیم از سه ناحیه مجزای موجود در این نمودار متاثر می‌شوند [۱۰]. در محدوده این تحقیق یعنی به ازای  $wt\text{-C}_{4-2}$ ،  $wt\text{-Al}_{0.5-2}$  و  $wt\text{-Si}_{0-2}$  ریختگی متشکل از گرافیتهای آزاد در یک زمینه فریتی- پرلیتی است.

غلظت بالاتر Al در نواحی دور از مرزدانه‌ها و در نزدیکی کره‌های گرافیت در شکلهای (۳) و (۴) مشاهده شد.

با توجه به جدول (۲)، مشاهدات میکروسکوپی نشان می‌دهد که با افزایش درصد آلومینیم میزان فریت آزاد کاهش یافته و زمینه حاوی درصد بالاتری از پرلیت است که با تحقیقات قبلی در توافق است [۱۰].

اندازه‌گیری چگونگی توزیع Al و Si برای آلیاژهای حاوی Al ۲/۱۱ و Al ۴/۸۸ درصد قبل از هر نوع عملیات حرارتی و بعد از ریختن و انجام شد شکلهای (۳) و (۴). از نتایج به دست آمده مشخص است که غلظت آلومینیم در نواحی نزدیک به گرافیتها بیشتر است. این نتایج و تحلیلها مشابه EDX نشان‌دهنده نا یکنواختی در زمینه ریزساختار این نوع چدنهاست. مطابق با شکل (۳) غلظت سیلیسیم در نواحی بین دانه‌ای مقدار بیشتری را نشان می‌دهد. به علاوه تحلیل‌های شیمیایی توسط EPMA نشان می‌دهد که تغییرات عناصر آلیاژی خصوصاً Al و Si در حد فاصل دو کره گرافیت برای آلیاژهای حاوی Al ۲/۱۱ و Si ۱/۲۱ درصد از ۰/۷۳ تا ۳/۳۲ درصد آلومینیم و ۱/۳۹ تا ۱/۸۱ درصد سیلیسیم است.

تجربیات مشابهی روی چدن حاوی Al ۴/۸۸ و Si ۱/۲۲ درصد انجام گرفت که نتایج در شکل (۴) ارائه شده است. توافق و همخوانی بسیار خوبی بین نتایج به دست آمده از چدنها با مقادیر متفاوت آلومینیم وجود دارد.

جدول ۲- نوع و میزان فازها در چدنهای حاوی آلمینیم

آلیاژ	درصد حجمی فازها	گرافیت	فریت	پرلیت
% ۰/۰۸ Al	۱۳/۸	۷۶/۴	۹/۸	
% ۰/۴۸ Al	۱۳/۹	۷۵/۸	۱۰/۳	
% ۱/۷۱ Al	۱۲/۱	۲۴/۷	۶۳/۲	
% ۲/۱۱ Al	۱۱/۸	۲۳/۷	۶۴/۵	
% ۳/۱۰ Al	۹/۸	۲۱/۲	۶۹/۰	
% ۴/۸۸ Al	۹/۹	۱۰/۵	۷۹/۶	

تشکیل کره‌های گرافیت ریزتر و در تعداد بیشتر در زمینه شده و نتیجتاً فواصل بین آنها کاهش یافته و امکان یکنواخت‌سازی بیشتری را در زمانهای کوتاه‌تر آستینیت کردن میسر می‌سازد [۱۴] که بنابراین در مرحله انجامداد آلیاژها از سرعتهای سرد کردن بالاتری بهره گرفته شد.


تحقیقات قبلی نشان می‌دهد که در چدنهای عاری از آلمینیم، جدایش سیلیسیم در نزدیکی کره‌های گرافیت انجام می‌شود [۳]. همچنین در تحقیقات متعدد گزارش شده است که آلمینیم گرافیت زایی را به شدت افزایش می‌دهد [۱۳]، بنابراین همانند Si در نزدیکی کره‌های گرافیت در این تحقیق دیده می‌شود.

در طول ۳۰ سال گذشته دلایل و چگونگی تشکیل کره‌های گرافیت توسط تعداد قابل توجهی از محققان بررسی شده است. در تحقیق نسبتاً جامعی حدود ۱۵۰ مشاهده تجربی در زمینه تشکیل گرافیتهای کروی فهرست شده و به طور مختصر به تک تک آنها پرداخته شده است [۲۲]، که متأسفانه در این پژوهش اشاره‌ای به میکروجدایش عناصر و خاصه تاثیر متقابل دو عنصر قدرتمند گرافیت زای Si و Al نشده است. با توجه به تئوری مرز فازی که بیانگر چگونگی جوانه زایی و رشد گرافیت است [۲۰ و ۲۱]، پایداری  $\text{SiO}_2$  در مذاب بستگی به دما دارد. در طول سرد کردن، حبابهای گاز CO تولید شده از واکنش بین کرین و  $\text{SiO}_2$  به عنوان موقعیتهای جوانه زایی برای کره‌های گرافیت عمل می‌کنند. در همین ارتباط با توجه به


این تصاویر و نتایج مشابه به دست آمده از EDX و EPMA بیانگر نایکنواختی زمینه است. این نتیجه در توافق و همخوانی با مطالعات قبلی است [۳، ۴ و ۱۷]. برخی از محققان اعتقاد دارند که جدایش میکروسکوپی در آلیاژها ناشی از عوامل متعددی نظیر، اختلاف چگالی بین جامد و مذاب، اختلاف چگالی در مذاب بین دندریتی، انقباض ناشی از انجاماد و انقباض حرارتی است [۱۸]. به نظر می‌رسد که افزایش عناصری با چگالی کمتر، مانند Al به چدن به طور قابل ملاحظه‌ای بر جدایش میکروسکوپی زمینه اثر می‌گذارد و می‌تواند میزان جدایش را تشدید کند.

چنین استنباطی وجود دارد که عناصر گرافیت‌زا همانند Si، Al و Cu در بالاترین مقدار ممکن در مرکز سلولهای یوتکتیک و نزدیکی کره‌های گرافیت تشکیل می‌شوند که حاصل جدایش میکروسکوپی در زمان تشکیل کره‌های است. از طرف دیگر عناصر کاربیدزا (V, Cr, Mn, P, TiMo) به طور معکوس عمل کرده و موجب ریزجدایش می‌شود. این عناصر بیشتر در مرز بین دانه‌ها مشاهده می‌شوند [۱۳].

به نظر می‌رسد که تغییرات در نرخ سرد کردن می‌توانند تأثیر قابل ملاحظه‌ای را بر میزان جدایش میکروسکوپی ریز ساختار چدنها با گرافیت کروی داشته باشند. تعداد بیشتری از کره‌های گرافیت در نرخهای سرد کردن بیشتر ایجاد می‌شود که فاصله دیفیوزنی بین این ذرات را کاهش داده و منجر به میزان جدایش کمتر خواهد شد. افزایش سرعت سرد کردن باعث

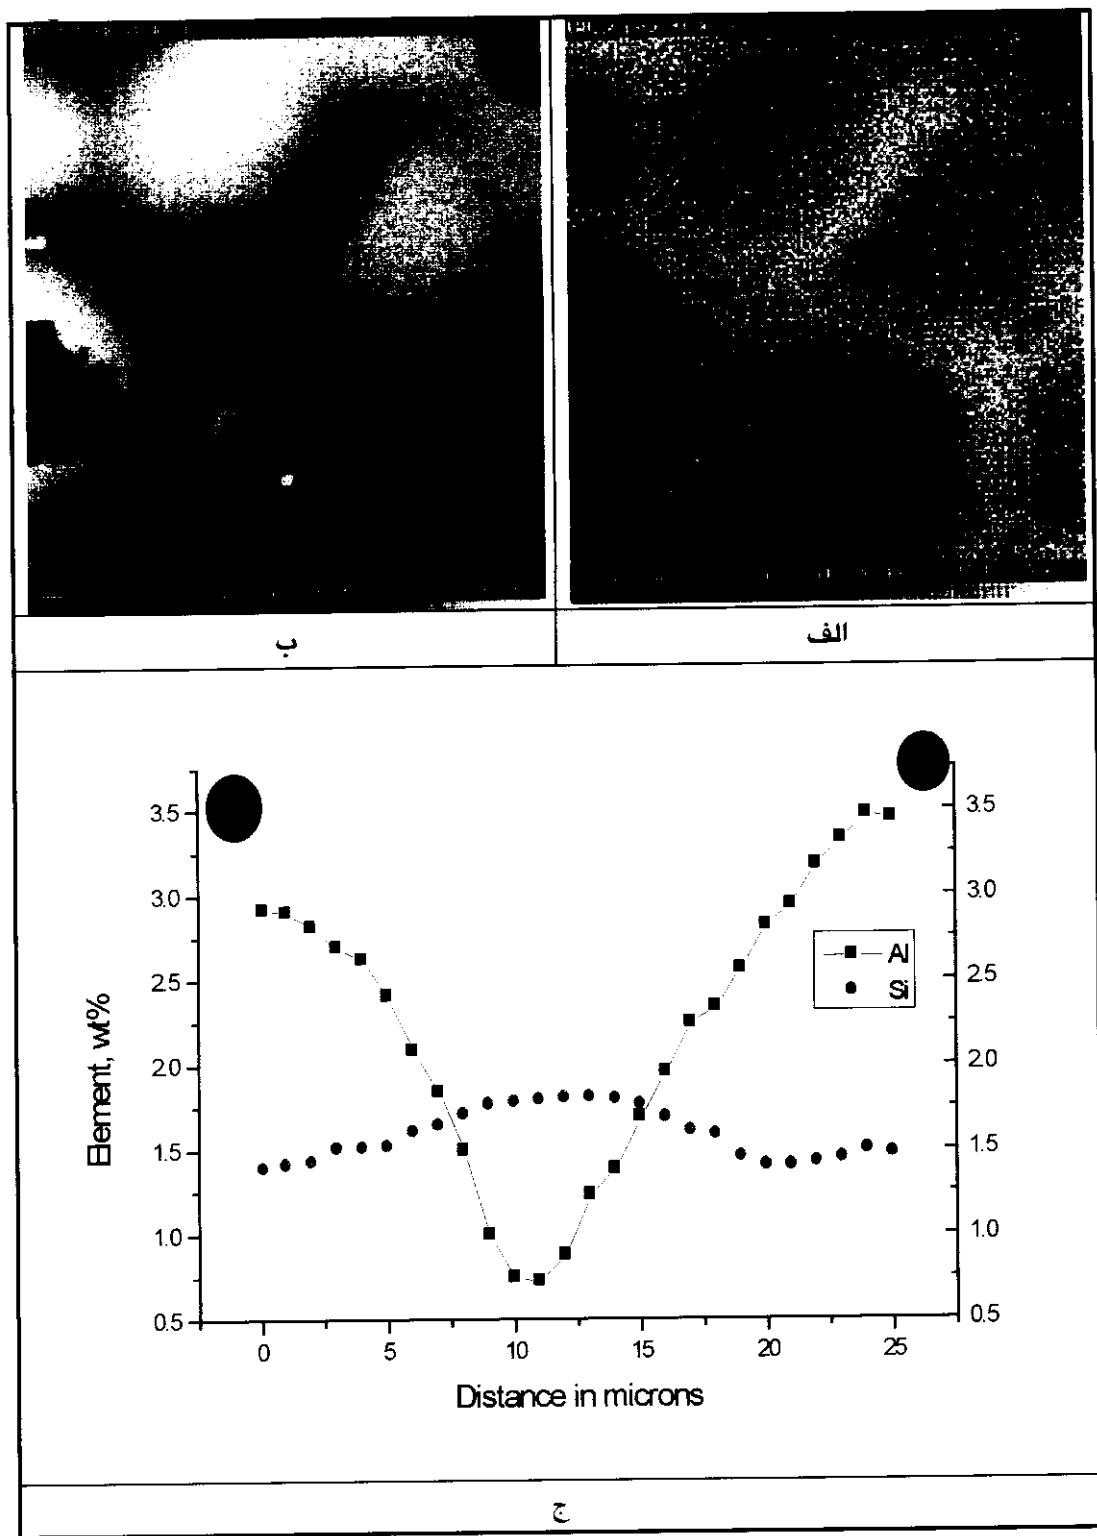

شکل ۳- نقشه های مربوط به تحلیل عناصر برای چدن نشکن حاوی  $Al_{21}/Si_{11}$  درصد و تغییرات توزیع این عناصر در حد فاصل دو کره گرافیت: الف) نقشه تحلیل عنصر  $Al$ , ب) نقشه تحلیل عنصر  $Si$ , ج) پیمایش خط آلمینیم و سیلیسیم ما بین دو کره گرافیت

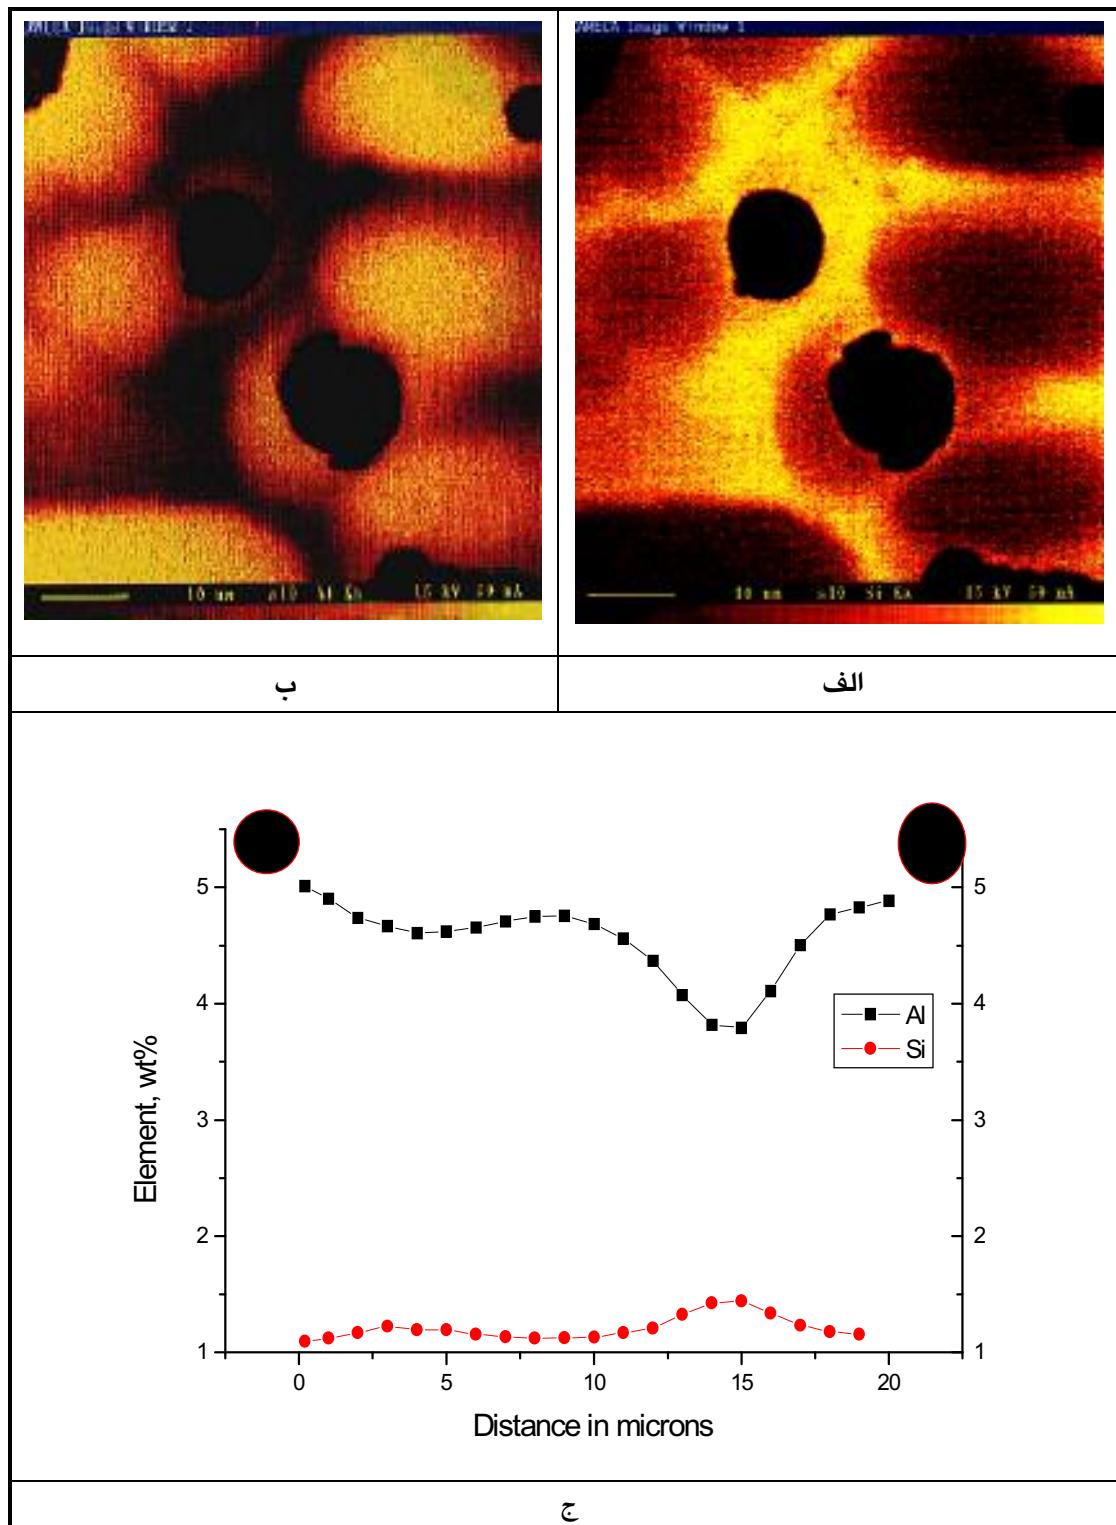

شکل ۴- نقشه‌های مربوط به تحلیل عناصر برای چدن نشکن حاوی Al / ۸۸ Si / ۱۲ درصد و تغییرات توزیع این عناصر در حد فاصل دو کره گرافیت: الف) نقشه تحلیل عنصر Si، ب) نقشه تحلیل عنصر Al، ج) پیمایش خط آلومینیم و سیلیسیم ما بین دو کره گرافیت

آستینیته کردن نیز نقش مهمی در کاهش جدایش عناصر آلیاژی دارند. وجود دماهای بالا در مرحله آستینیت کردن شرایط مناسبی را برای دیفووزیون اتمها که در شرایط غیر تعادلی میکروجدایش‌اند فراهم کرده و عملاً با تغییر در پتانسیل شیمیایی یکنواختی بیشتری در نمونه‌ها ایجاد می‌شود.

آلومینیم به صورت جانشینی در درون شبکه آهن قرار دارد و ضمناً گزارش شده است که اتمهای Al به طور کاملاً تصادفی در زمینه پراکنده شده‌اند. عملاً دماهای مناسب آستینیت کردن شرایط کافی برای جابه‌جایی و دیفووزیون اتمی را فراهم می‌سازند [۱۰]. دمای  $920^{\circ}\text{C}$  انتخاب شده برای آستینیت کردن در چدنها حاوی آلومینیم دمای نسبتاً بالایی تلقی شده و در این دما قابلیت همگن سازی آلیاژ به نحو مطلوبی فراهم است که آزمایشات متعدد در زمینه آستینیت کردن و کوئنچ کردن و تعیین میزان مارتزیت و تائید و تکرار آزمایشات با روش دیلاتومتری و درهمین ارتباط رسم نمودارهای فازی مربوطه در کنار آزمایشات مکانیکی از قبیل سختی سنجی در مقاطع مختلف آستینیت کردن موید شرایط همگن‌سازی مناسبی است [۶].

در متون علمی، آلومینیم همانند سیلیسیم به عنوان یک عنصر گرافیت زای قوی تلقی شده و اعتقاد بر این است که آلومینیم می‌تواند در چگونگی تشکیل کره‌های گرافیت نقش موثری داشته باشد. مشاهده حضور مقداری بیشتر عنصر آلومینیم در مجاور گرافیتها می‌تواند تائید کننده این نظریه باشد.

## ۵- نتیجه‌گیری


در این تحقیق تعداد قابل توجهی نمونه چدنی با درصدهای متفاوتی از آلومینیم ریخته‌گری و ساختار میکروسکوپی آنها مورد بررسی قرار گرفت. ساختار این دسته از چدنها مشکل از گرافیتها کروی است که به طور کاملاً تصادفی و با توزیع نسبتاً مناسبی در یک زمینه فریتی - پرلیتی پخش شده‌اند. مشاهدات میکروسکوپی نشان می‌دهد که با افزایش درصد آلومینیم میزان فریت آزاد کاهش یافته و زمینه حاوی درصد

اكتیویته بالاتر آلومینیم در قیاس با سیلیسیم و میل ترکیبی شدید آن با اکسیژن و توجه به نحوه تشکیل حبابها و تئوری حباب در تشکیل گرافیتها دلیل موجه‌ی برای حضور آلومینیم در جوار پوسته خارجی گرافیتها کروی وجود دارد [۶].


در سالهای گذشته ترکیبات شیمیایی متعددی همچون سیلیکاتها، نیتریدها، سولفیدها، اکسیدها، کاربیدها و ترکیبات دسته بندی نشده و متفاوت دیگری به عنوان مراکز جوانه زایی معرفی شده‌اند. این گونه به نظر می‌رسد که مقداری هر چند ناچیزی از این عناصر همراه با اکسیژن تشکیل دهنده نقاط شروع هسته‌های اولیه‌اند و در طول رشد نیز چگونگی میکروجدایش را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در نمونه‌ای از این پژوهشها حضور و تاثیر عنصر Al در هسته‌های اولیه جوانه زایی اشاره شده [۲۳] که با توجه به حضور و دسترسی بیشتر به این عنصر در مذابهای موجود، همسایگی بیشتر آن در سطوح گرافیت قابل توجیه است.

نه تنها ترکیب شیمیایی می‌تواند در تشکیل گرافیتها نقش داشته باشند، همچنین عوامل فیزیکی بر مقدار، ابعاد و شکل گرافیتها اثر می‌گذارند. خصوصاً بعداز معرفی گرافیت کروی، تحقیق برای شکل گیری این نوع از گرافیت افزایش یافته است. عواملی همچون تنش سطحی، انرژی بین سطوح، موقعیتهای پیش شکل گرفته (همانند حبابها)، ارتعاشات و ... از این جمله‌اند که تمامی این پارامترها نیز در حضور و یا عدم حضور عناصری همچون سیلیسیم و آلومینیم تغییر نشان می‌دهند [۲۲]. شکلهای (۵) و (۶) نشان می‌دهند که آستینیت کردن پارامترهای موثری در کاهش جدایش است و بعد از زمان نگهداری کافی، زمینه چدنها نشکن حاوی آلومینیم تقریباً عاری از جدایش است. این مطلب بر اساس نتایج [۶] در ارتباط با درصدهای متفاوت آلومینیم صدق می‌کند.

تحقیقات انجام شده توسط شیزلرو ساوما [۱۹] بیانگر تاثیر جدایش عناصر آلیاژی بر تشکیل بینیت در چدنها نشکن استمپر شده است. در این پژوهش گزارش شده است که اندازه دانه‌ها در مرحله انجام داده بر میزان جدایش اثر گذاشته و شرایط

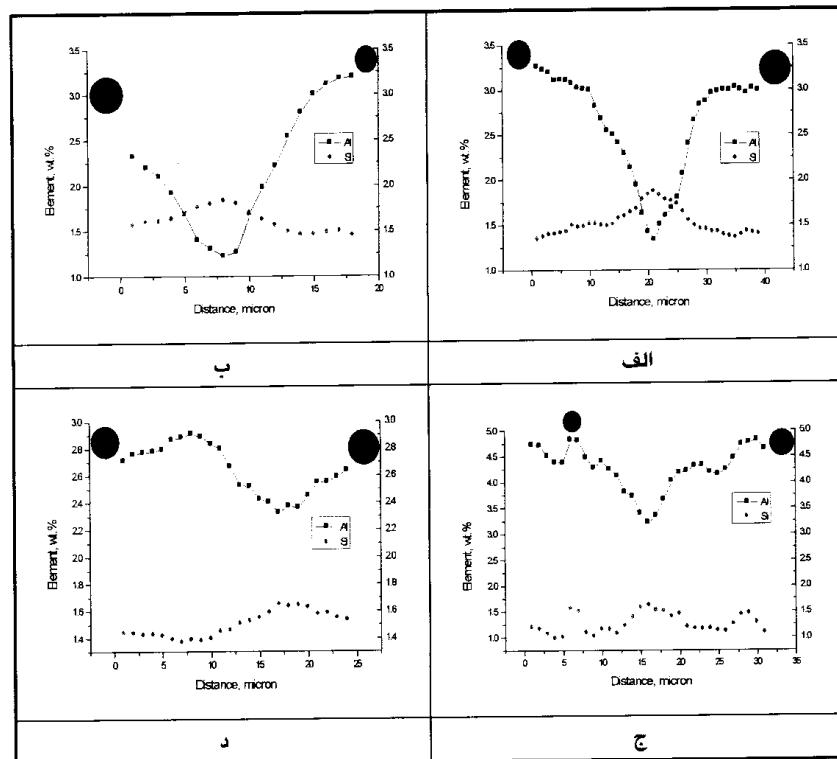

شکل ۵- اثر زمان آستینیت کردن بر جدایش Al و Si برای چدن نشکن حاوی ۲/۱۱ Al و ۲/۲۱ Si/۱درصد بعد از آستینیت کردن در C ۹۲۰ ° به مدت (الف) ۱۰ دقیقه، (ب) ۲۰ دقیقه، (ج) ۶۰ دقیقه، (د) ۱۲۰ دقیقه

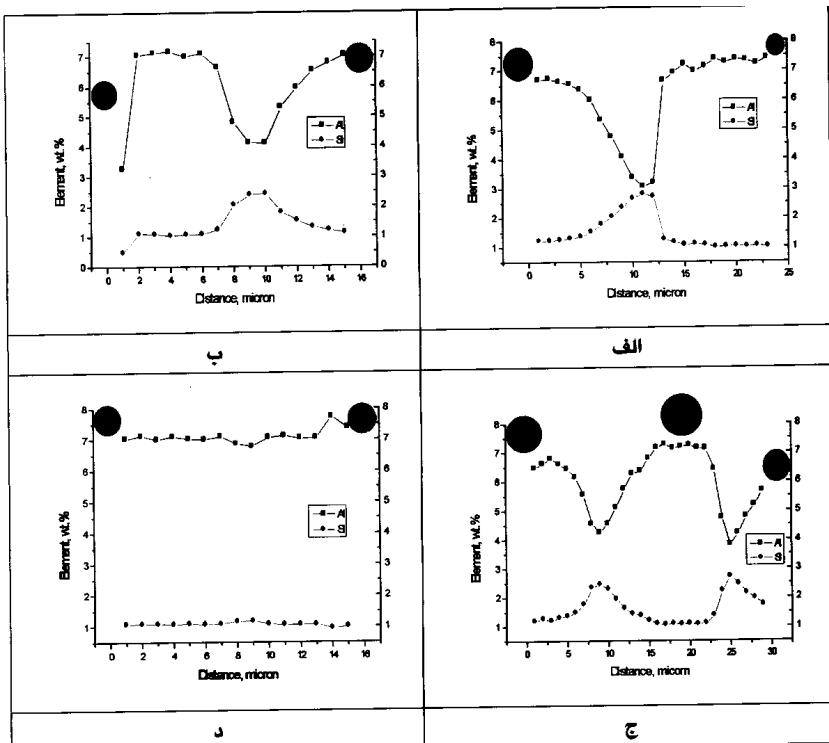

شکل ۶- اثر زمان آستینیت کردن بر جدایش Al و Si برای چدن نشکن حاوی ۷/۱۶ Al و ۳/۳۵ Si/۱درصد بعد از آستینیت کردن در C ۹۲۰ ° به مدت (الف) ۱۰ دقیقه، (ب) ۲۰ دقیقه، (ج) ۶۰ دقیقه، (د) ۱۲۰ دقیقه

## تشکر و قدردانی

بدین وسیله از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهدلیل تقبل هزینه‌های مربوط به تحقیق و از حمایتهای بیدریغ پرسور دیوید ادموندز، ریاست بخش مواد و از جناب دکتر ای. کوندلیف عضو هیات علمی و آقای جان هارینگتون تکنسین میکروسکوپهای الکترونی دانشگاه لیدز انگلستان بهدلیل همکاری در تهیه بعضی از تصاویر میکروسکوپی، SEM، EDX و EPMA تشکر و قدردانی می‌شود.

بالاتری از پرلیت است.

نتایج به دست آمده توسط EDX و EPMA نشان می‌دهد که توزیع Al در ریزساختار زمینه چدن‌های ریختگی با درصدهای متفاوتی از Al، نا یکنواخت است. غلظت آلومینیم در نواحی نزدیک به کره‌های گرافیت بیشتر است، در حالی که غلظت سیلیسیم در نواحی بین دانه‌ای بیشتر است. با افزایش زمان آستینیت کردن در ۹۲۰°C نا یکنواختی زمینه کاهش می‌یابد. نتایج نشان می‌دهد که در حدود ۱۲۰ دقیقه آستینیت کردن تغییرات غلظت Si و خصوصاً Al بین کره‌های گرافیت به شدت کاهش می‌یابد.

## واژه نامه

1. micro segregation	7. ductility	10. wavelength dispersive Crystal spectrometer, WDS
2. energy Dispersive x-ray spectroscopy, EDX	8. The American Society for Testing and Materials, ASTM	11. energy dispersive system, EDS
3. electron probe microanalysis, EPMA	9. scanning electron microscopy, SEM	12. Microprocessor
4. austenitising		13. pixel
5. carbide		14. quench
6. tie line		

## مراجع

- Zhukov, A.A., "Thermodynamics of Microsegregation and Influence of Elements on Structure of Unalloyed and Alloyed Cast Iron," *Metal Science*, pp. 521-524, November 1978
- Dorazil, E., Barta, B., Munsterova, E., Stransky, L., and Huvar, A., "High-Strength Bainitic Ductile Cast Iron," *AFS. International Cast Metals Journal*, Vol. 7.2, pp. 52-62, 1982
- Bayati, H., and Elliott, R., "Austempering Process in High Manganese Alloyed Ductile Cast Iron," *Materials Science and Technology*, Vol. 11, pp. 118-129, February 1995,
- Honarbakhsh-Raouf, A., Ph.D. Thesis, University of Leeds, 1997.
- Bahmani, M., and Elliott, R., "Isothermal Transformation Diagrams for Alloyed Ductile Cast Iron," *Materials Science and Technology*, Vol., 10, , pp 1050-1056, Dec. 1994
- Kiani Rashid, A.R., "The Influence of Aluminium and Heat treatment Conditions on Austempered Ductile Irons," Ph.D. Thesis, University of Leeds, UK, 2000.
- Boutorabi, S.M.A., "The Austempering Kinetics, Microstructure and Mechanical Properties of Spheroidal Graphite Unalloyed Aluminium Cast Iron," Ph.D. Thesis, University of Birmingham, May 1991.
- Boutorabi, S.M.A., Young, J.M., and Kondic, V., "Microstructures of Austempered Spheroidal Graphite Aluminum Cast Iron," *Trans. Japan Foundrymen's Soc.*, Vol. 12, pp. 14-17, Oct. 1993.
- Boutorabi, S.M.A., Young, J.M., Kondic, V., and Salehi, M., "The Tribological Behaviour of Austempered Spheroidal Graphite Aluminium Cast Iron," *Wear* (Switzerland), Vol. 165, No.1, pp. 19-24, May 1993.
- Walson, R. P., "Aluminium Alloyed Cast Iron Properties Used in Design," *AFS Transactions*, 85, pp 51-58, 1977
- Smickley, R. J., and Rundman, K. B., "The Effect of Aluminium on the Structure and Properties of Grey Cast Iron," *AFS Transactions*, 89, pp. 205-214, 1981
- Yaker, J.A., Byrnes, L.E. and Leslie, W.C., "Microstructures and Strength of Aluminium-Containing Grey and Nodular Irons in the Temperature Range 1200-1800F (649-982°C)," *AFS. Transactions*, 84, pp. 305-320, 1976.
- Elliott, R., *Cast Iron Technology*, Butterworths & Co. (Publishers) Ltd., London, 1988.

14. Hughes, I.C.H., "Ductile Iron," Metals Handbook, Casting, BCIRA International Center for Cast Metals Technology, Great Britain, Ninth edition, Vol. 15, pp. 647-666, 1988.
15. Thomas, P.M., and Gruzleski, J.E., "Formation of Nodules in Cast Iron Without the Addition of a Nodularizer," *Journal of the Iron and Steel Institute*, pp. 426-428, June 1973.
16. Angus, H.T., *Cast Iron, Physical and Engineering Properties*, Butterworths & Co (Publishers) Ltd., London, 1978.
17. Dorazil, E., *High Strength Austempered Ductile Cast Iron*, Progue, Elliss Horwood, 1991
18. Porter, D.A., and Easterling, K.E., *Phase Transformation in Metals and Alloys*, Van Nostrand Reinhold Co, 1981.
19. Shcissler, JM., and Savema, J., "Segregation Effects on the Formation of Austempered Ductile Iron," American Society for Metals, pp. 71-82, 1984.
20. Karsay, S.I., "Ductile iron," The state of the art. Uitgave QIT, 1976.
21. Karsay, S.I., "Ductile iron," The state of the art. Uitgave QIT, 1980.
22. Cees van de Velde, "Theories on Graphite Formation in Cast Iron During the Last Century," December 11, 1999.
23. Kiani Rashid, A.R. and Edmonds, D.V., "Graphite Phase Formation in Al-Alloyed Ductile Irons," *International Journal of Engineering, Transactions B: Applications*, Vol. 15, Number 3, pp. 261 – 272, October 2002.