

سازگاری آمیزه‌های پلی استال - لاستیک NBR: نقش سازگارکننده و وولکانش دینامیکی

On the Compatibilization and Dynamic Vulcanization of POM/NBR Blends

مهرزاد مرتضایی^{۱*}، دکتر محمد حسین بوری فابیلی^۲، دکتر محمود محجوبزاده^۳

۱- دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی شیمی، گروه پلیمر، پردیس ایران، صندوق پستی ۱۴۹۶۵/۱۱۵

دریافت: ۸-۶-۱۳۹۶، پذیرش: ۸-۶-۱۳۹۷

چکیده

آمیزه‌ای پلیمری برایه پلی استال و لاستیک بتریل به روشن اختلاط مذاب تهیه شده است. نسبت پارامترهای اختلاط نظریه زمان و سرعت اختلاط، محدوده تغییرات خواص آمیزه را مشخص می‌کند و با ارزیابی خواص مکانیکی در محدوده شرایط آزمایش، پارامترهای اختلاط بهینه می‌شوند. مطالعات شکل شناسی، ساختار دوفازی آمیزه را آشکار می‌کند. در این پژوهش، اثر سازگارکننده و وولکانش دینامیکی بر بهدو ساختار و خواص مکانیکی آمیزه بررسی می‌شود. رای جلوگیری از حدایی فازها از سازگار کننده تجاري مالبیک این درید استفاده می‌شود و دیگر مولوکولهای دینامیکی لاستیک بتریل در آمیزه نکار می‌رود. نتایج آزمایشها نشان می‌دهد که استحکام کشش سیستم سازگار شده افزایش می‌یابد و وولکانش دینامیکی مدول کششی و برگشت پذیری لاستیک آمیزه‌ها را بهبود می‌دهد، اما باعث کاهش درصد افزایش طولنی پارگی می‌شود.

واژدهای کلیدی: پلی استال، لاستیک بتریل، مالبیک این درید، وولکانش دینامیکی، سازگار کننده

Key Words: polyacetal, Nitrile Rubber, maleic Anhydride, dynamic vulcanization, compatibilizer

زنگیرها یا پلورها باعث سازگاری دو فاز شود [۱]. علاوه بر این، عوامل وولکانش دینامیکی تیز می‌تواند با تغییر اندماختن زنگیرها پلیاستیک در گرههای حاصل از وولکانش لاستیک باعث توزیع بهتر فازها شود [۲]. وولکانش دینامیکی باعث تقویت خاصیت برگشت پذیری لاستیک و مدول کششی می‌شود و میزان خرش آمیزه را کاهش می‌دهد [۳،۴].

در صورتی که مقدار لاستیک در آمیزه زیاد باشد، محصول یک استومر گرمایش خواهد بود که از نظر خواص فیزیکی کاربردی شبیه به الاستومرها و از نظر خواص فرایندی مشابه با گرمایش مهادست [۵].

یکی از روش‌های ساخت مواد جدید با استفاده از پلیمرهای موجود آمیزه کاری است که با تلفیق خواص دو پلیمر، خواص جالب توجه و منيدي حاصل می‌شود. اما، اکثر پلیمرها از نظر ترمودینامیکی انتراکت پذیرند و باید به روش‌های مختلف همچون استفاده از سازگار کننده، پیوند دادن درشت مولکولها با وولکانش دینامیکی بین فازها سازگاری سبی ایجاد شود. در صورت استفاده از سازگار کننده، مولکولهای آن در سطح مشترک فازها قرار می‌گیرند و مانند اموکیون کننده نشش سطحی را کاهش می‌دهند. به علاوه، ممکن است در هم تفویز کردن و گرد خوردگی

*مسئول مکاتبات، سازگار: M-Mortezai@hotmail.com

۶۵٪ برای نهیه آمیزه بکار گرفته شده است، برای اندازه گیری خواص کلیشه آمیزه از دستگاه خودکار کشش ساخت شرکت رویک آلمان طبق استاندارد ASTM D ۶۲۸ استفاده شد و برای سنجش مقاومت مایشی، دستگاه اندازه گیری سیزان سایش ساخت شرکت رویک براساس استاندارد DIN ۳۵۵۱۶ بکار گرفته شد.

Archive of SID

روش آمیزه کاری

در مرحله اول پلی استال و لاستیک نیتریل با نسبتهاي مختلف مذاب در مخلوط کن داخلی برآبتد در دمای ۱۹۰°C و سرعت اختلاط ۶۰ آمیزه کاري شدند، بدین منظور بعد از اینکه پلی استال به مدت ۲ دقیقه در برآبتد ذوب شد، لاستیک نیتریل به آن افزوده شد و به مدت ۶ دقیقه دیگر اختلاط ادامه یافت تا گشتاور ثابت شود (نمونه های PND₅, PN₆, PN₇, PN₈, PN₉, PN₁₀, PN₁₁, PN₁₂, PN₁₃).

برای سازگاری بیشتر در مرحله بعد، پس از ذوب پلی استال (DCP) مقدار ۲ phr مالیک ایدرید و ۱ / ۰ دی کومبل پروکسید و در نهایت لاستیک نیتریل به مجموعه افزوده شد (نمونه های PN₆-PN₇-PN₈-PN₉-PN₁₀-PN₁₁-PN₁₂-PN₁₃).

وولکاش دینامیکی آمیزه به کمک DCP انجام شد، بدین منظور پس از ثابت شدن گشتاور و اختلاط کامل آمیزه معمولی، به آن ۱ / ۰ دی کومبل پروکسید اضافه شد و فرایند اختلاط تاریخی به حد اکثر گشتاور ادامه یافت (نمونه های PN₆-PN₇-PN₈-PN₉-PN₁₀-PN₁₁-PN₁₂-PN₁₃). برای نهیه آمیزه های سازگار شده و وولکانیده پس از ثابت شدن گشتاور، ۳ phr مالیک ایدرید و ۱ / ۰ دی کومبل پروکسید (CDV-PN₆-PN₇-PN₈-PN₉-PN₁₀-PN₁₁-PN₁₂-PN₁₃) به محیط برآبتد افزوده شد (نمونه های PN₆-PN₇-PN₈-PN₉-PN₁₀-PN₁₁-PN₁₂-PN₁₃).

درین گونه آمیزه های بخشهاي سخت و نرم باید از تظری ترمودینامیکی امتراج ناپذیر باشد و در یك دیگر حل نشوند. بلکه عجمجون دو فاز جداگانه رفتار کنند. بنابراین، خواص یك الاستور گرماینم بیش از آنکه متاثر از ترکیب شیمیایی باشد، تحت تأثیر شکل شناسی آمیزه قرار دارد [۱].

پلی استال، یك گرماینم مهندسی شبیه بلوری و تجاری است که در حالت طبیعی سخت، نرد و شکنده است. برای بهبود خواص پذیری پلی استال به روش آمیزه کاری با لاستیک تاکنون موقوفیت چندانی حاصل نشده است که علت آن ناسازگاری پلی استال با اکثر لاستیکهاست. در عین حال، پژوهشگران تو انتهای با کمک بعضی از پلیمرها که اینه گرایقیت نیز هستند، پلی استال را چشمگیر کردند، این پلیمرها عبارتند از: پلی بورتان گرماین (TPU) [۷]، تریلیس اسپل پروپیلن دی ان (EPDM) اصلاح شده و اصلاح نشده [۸]، کوپلیمر یونادی ان میل متاکربلات [۹] و کوپلیمر استیرن یونادی ان [۱۰] از طرقی، لاستیک نیتریل هم یك لاستیک تجاری است که در صد از بیان طول آن بسیار زیاد است و در صورتی که وولکانیده شود خواص مکانیکی مناسب نیز نیافرند. این لاستیک همچنین در برای مواد نفیتی مقاومت بسیار خوبی دارد که باعث می شود آمیزه های حاصل از آن نیز در برای مواد نفیتی مقاوم باشند. [۱۱-۱۲].

پلی استال (POM) و لاستیک نیتریل (NBR) در حالت طبیعی ناسازگارند، به همین دلیل در این پژوهش از سازگار کننده مالیک ایدرید (MA) برای جلوگیری از جدایی فازها استفاده می شود. علاوه بر این، وولکاش فاز لاستیک نیز می تواند توزیع فازها و پایداری آن را بهبود بخشد.

تجربی

نتایج و بحث

مشخصات آمیزه

برای تشخیص امتراج پذیری پلی استال و لاستیک نیتریل با استفاده از ثابتهاي مرجع ۱۴ و معادله های زیر می توان ۸ و ۹ را محاسبه کرد:

$$\delta = \rho \frac{\sum F_i}{M_i}$$

$$\delta_p = 11 / 58 \text{ (cal cm}^{-3}\text{)}^{1/2}$$

$$\delta_g = 9 / 3 \text{ (cal cm}^{-3}\text{)}^{1/2}$$

$$\chi = (\delta_p - \delta_g)^2 / RT = 0 / 004$$

درین پژوهش از مواد زیر استفاده شد: پلی استال ۹۱ شولمن آلمان با شاخص جریان مذاب (MFI) برای ۱۰ min / ۵ g / ۲ / ۵ g / ۱۶ g/mL / ۱۰ اووزن مولکولی تقریبی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ g/mol لاستیک نیتریل محصول شرکت ENICHEM ایتالیا با ۲۴ درصد آکریلیک نیتریل و گرانوی مونی برای ۸۵ M.L. (۱,۴) ۱۰۰۰: ۱۰۰۰ g/mol و وزن مولکولی تقریبی ۲۰۰,۰۰۰ g/mol مالیک ایدرید با خلوص ۷ / ۹۹ درصد دی کومبل پروکسید (DCP) با درجه حلوص ۹۶ درصد از شرکت لاپورت آلمان.

دستگاهها
مخلوط کن داخلی برآبدر پلاستی کور در ساخت کشور آلمان با ظرفیت

۱۹۰°C موجب ذوب کاملتر پلی استال شده که منجر به افزایش استحکام کششی می‌شود. اما، افزایش بیشتر دما باعث تخریب گیرمایی پلی استال می‌شود و استحکام کاهش می‌یابد. همچنین، استحکام کششی مناسب با افزایش سرعت اختلاط زیاد می‌شود که به دلیل اختلاط بهتر و یکنواختی پیشتر فازهاست.


Archive of SID

با توجه به شکل ۲ درصد از دیاگ طول در دمای ۱۸۰°C بسیار کمتر از نمونه‌های دیگر است و با افزایش دمای افزایش می‌یابد. روش است که با افزایش دما ذوب پلی استال کاملتر می‌شود و درصد از دیاگ طول نیز افزایش می‌یابد، اما درصد از دیاگ طول نسبت به سرعت اختلاط برای همه دمای دارای یک حد اکثر است. با افزایش سرعت اختلاط تا ۶۰ rpm اختلاط کمتر می‌شود و خواص نیز بهبود می‌یابد، اما افزایش سرعت اختلاط پیشتر از آن ممکن است باعث پاره شدن زنجیرهای لاستیک شود و در نهایت درصد از دیاگ طول کاهش می‌یابد. بنابراین، نقاط حد اکثر در شکل‌های ۱ و ۲ (دما ۱۹۰°C) و سرعت اختلاط (۶۰ rpm) می‌توانند شرایط بهینه دما و سرعت اختلاط برای این آمیزه کاری باشند. برای بدست آوردن بهترین زمان اختلاط مطالعه نمودار گشتاور بر حسب مدت زمان اختلاط ضروری است.


گشتاور حد اکثر اول مربوط به ذوب پلی استال است و کاهش گشتاور در زمان ۲ دقیقه میان ذوب کامل پلی استال است. با افزودن لاستیک نیتریل دوباره گشتاور به حد اکثر می‌رسد و سپس به تنیدن کاهش می‌یابد تا در مدت زمان ۶ تا ۸ دقیقه تابت شود که این بهترین زمان توقف آمیزه کاری است. افزایش زمان پیش از این منجره شکست زنجیرهای مولکولی اجزای آمیزه می‌شود.

خواص مکانیکی

نمونه‌های خروجی از برآیند ره کمک دستگاه پرس به مدت ۲ دقیقه

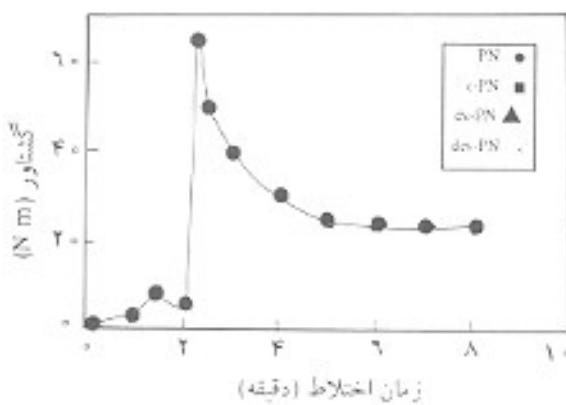

شکل ۲ - نمودار گشتاور بر حسب مدت زمان اختلاط برای آمیزه‌های POM/NBR با ۳۰ درصد

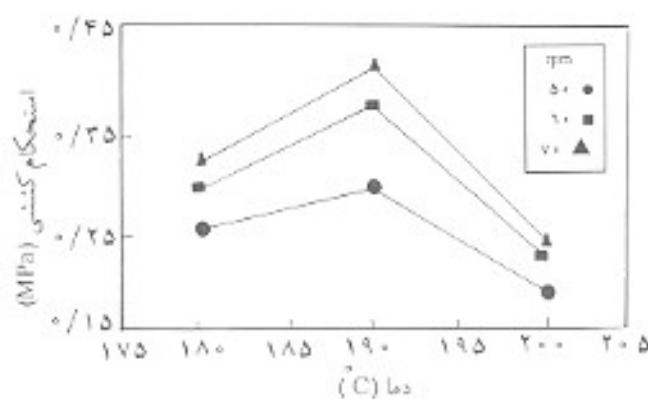


شکل ۱ - نمودار استحکام کششی بر حسب دما و سرعت اختلاط برای آمیزه‌های POM/NBR با ۳۰ درصد POM


با توجه به اینکه مقادار (η_0/η) خلیل پیشتر از واحد است و همچنین % نیز بیشتر از بحرانی ($= 0.002$) است، امکان استراج یزدیری ترمودینامیکی این دو پلیمر وجود ندارد و پیش بینی می‌شود بدون استفاده از یک سازگار کننده مناسب، آمیزه حاصل خواص مکانیکی بسیار ضعیفی داشته باشد.

بهینه کردن پارامترهای اختلاط با تعییر دادن دمای آمیزه کاری در محدوده دمایی 180°C تا 200°C برای سرعتهای اختلاط ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ rpm می‌توان دما و سرعت اختلاط بهینه را برای بدست آوردن بهترین خواص مکانیکی معین کرد. نمونه‌های بدست آمده از این آمیزه کاری تحت آزمونهای کشش فرار گرفتند تا خواص مکانیکی مطلوب و شرایط بهینه استحباب شوند (شکل‌های ۱ و ۲).

طبق شکل ۱ کلیه نمودارها یک حد اکثر استحکام کششی در دمای 190°C را برای همه نمونه‌ها نشان می‌دهند. افزایش دمای

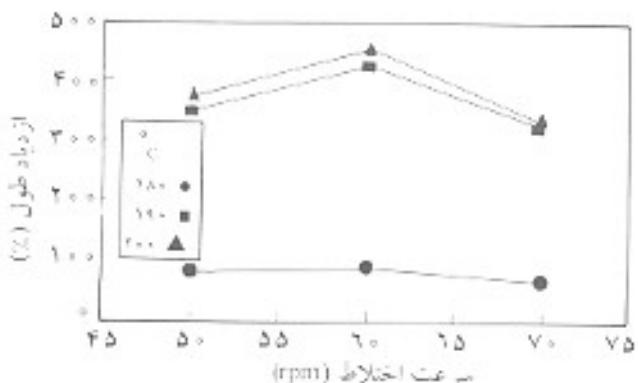


شکل ۲ - نمودار درصد از دیاگ طول بر حسب دما و سرعت اختلاط برای آمیزه‌های POM/NBR با ۳۰ درصد POM

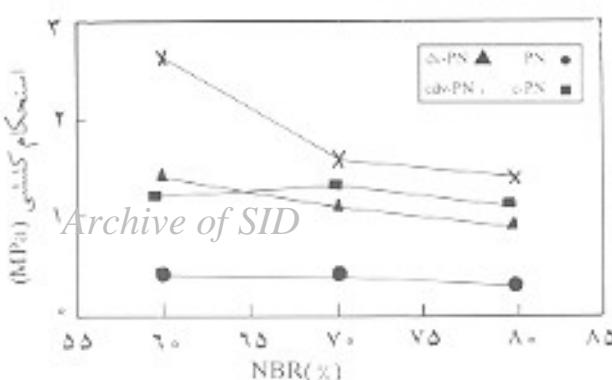

شکل ۶. نمودار استحکام کششی بر حسب درصد لاستیک برای آمیزه‌های اصلاح شده و اصلاح نشده POM/NBR.

آمیزه‌های نمودار استحکام کششی و درصد از دیاد طول برای چهار نوع آمیزه معمولی، سازگار شده، وولکاپیده و سارگار شده و وولکاپیده در شکل‌های ۶ و ۷ رسم شده است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، برای همه درصدهای NBR کمترین مقدار استحکام کششی و بیشترین درصد از دیاد طول مربوط به نمونه‌های معمولی آمیزه POM/NBR است. سازگار کننده و وولکاپیده دیامیکی آثار مشبی بر استحکام کششی دارند، اما درصد از دیاد طول را کاهش می‌دهند. بیشترین مقدار استحکام کششی و کمترین درصد از دیاد طول بین مربوط به آمیزه‌های سازگار شده و وولکاپیده است. از نمودار شکل ۶ مشاهده می‌شود که عامل سازگار کننده و عامل پخت غیر کدام به تهابی استحکام کششی آمیزه راتا حدود ۳ برابر افزایش می‌دهند و استحکام کششی آمیزه سازگار شده و وولکاپیده با ۶۰ درصد لاستیک ۶ برابر بهبود یافته است. همچنین، نمودارهای فوق افزایش درصد از دیاد طول و کاهش استحکام کششی را متناسب با افزایش درصد

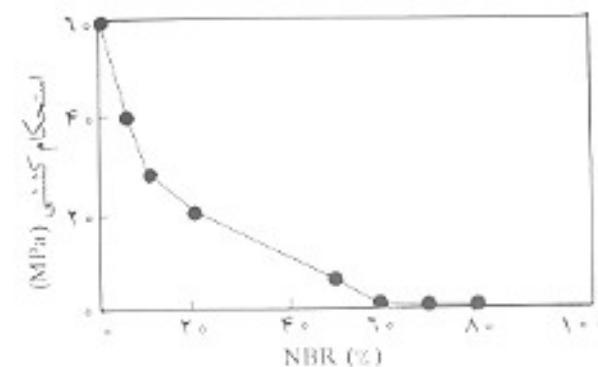


شکل ۴. نمودار استحکام کششی بر حسب درصد NBR برای آمیزه‌های POM/NBR.


تحت فشار ۲۰۰ bar به ورقه‌های به ابعاد ۲۰۰×۱۲۵×۳ mm تبدیل شده و سپس از آنها نمونه‌های دبلی برای آزمون کشش تهیه شدند. آزمون کشش مطابق استاندارد ASTM D ۷۳۸ انجام شد. نتایج حاصل از این آزمون در شکل‌های ۴ و ۵ ارائه شده است.

با توجه به این نمودارها مشاهده می‌شود که با افزایش مقدار کمی لاستیک نیتریل به ماتریس پلی استال استحکام کششی آمیزه بشدت کاهش می‌یابد که دلیل آن عدم سازگاری دو جزء است. همین طور یا افزودن ۲۵ درصد پلی استال به لاستیک نیتریل درصد از دیاد طول تا نصف کاهش می‌یابد، در صورتی که افزودن پلی استال تا ۵۰ درصد ادامه یابد، خاصیت الاستیکی سیار تاچیز می‌شود. با توجه به اینکه افزودن بیش از ۴۰ درصد پلی استال به لاستیک نیتریل معقول نیست، عملیات سازگاری و وولکاپیده لاستیک فقط برای درصدهای زیاد لاستیک انجام می‌شود.

برای بررسی اثر سازگار کننده و عامل پخت بر خواص

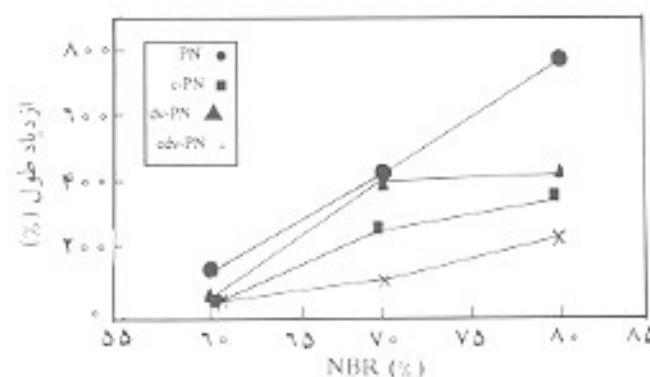


شکل ۷. نمودار درصد از دیاد طول بر حسب درصد لاستیک برای آمیزه‌های اصلاح شده و اصلاح نشده POM/NBR.

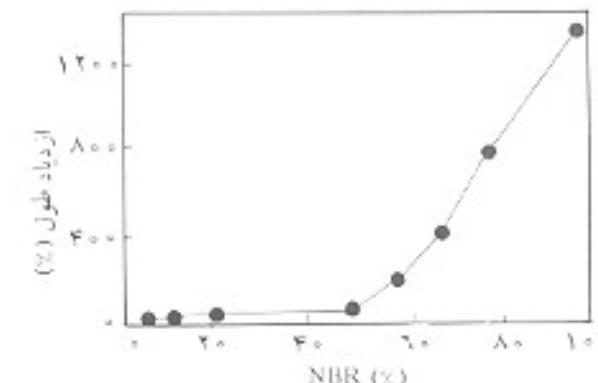

شکل ۵. نمودار درصد از دیاد طول بر حسب درصد NBR برای آمیزه‌های POM/NBR.



(الف)

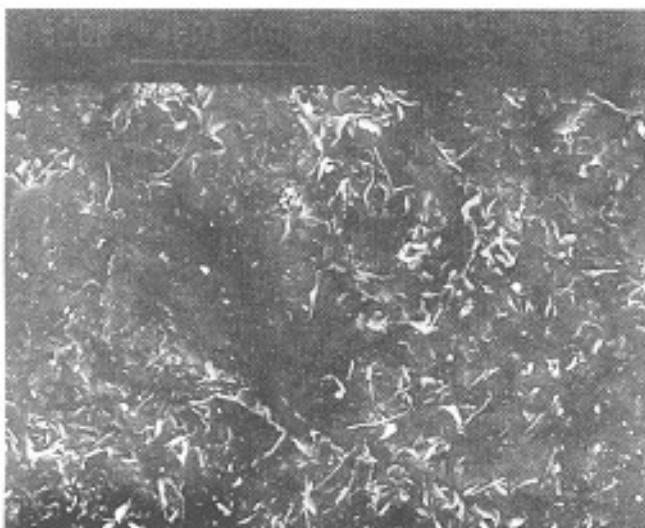

(ب)

شکل ۸. عکس‌های SEM از سطح آمیزه‌های POM/NBR (الف: نمونه اصلاح نشده و ب: نمونه اصلاح شده).

همچنین وولکانیز فاز لاستیک می‌تواند تا حدودی ساختار فازی را پکواخت کرده و توزیع مناسب‌تری ایجاد کند. هر چند هنوز نواحی فازی به وضوح قابل مشاهده‌اند ولی نسبت به آمیزه اصلاح نشده تفاوت قابل ملاحظه‌ای ایجاد شده است.

نتیجه‌گیری

پلیمرهای سخت و پلوری پلی استال و نرم و پیش‌شکل لاستیک پتریل به شدت ناسازگارند و اگر روش مناسبی برای اصلاح ساختار آمیزه

جدول ۱ - میزان سایش آمیزه‌های اصلاح شده و اصلاح نشده .POM/NBR

| نمونه | سایش (mg) |
|----------|-----------|
| PN60 | ۴۵۰ |
| PN70 | ۳۲۰ |
| PNA0 | ۳۱۵ |
| c-PN60 | ۴۰۰ |
| c-PN70 | ۳۲۷ |
| c-PNA0 | ۲۷۰ |
| dv-PN60 | ۳۲۰ |
| dv-PN70 | ۳۲۰ |
| dv-PNA0 | ۳۱۰ |
| cdv-PN60 | ۲۸۹ |
| cdv-PN70 | ۲۷۷ |
| cdv-PNA0 | ۲۴۰ |

لاستیک برای هر چهار نوع آمیزه نشان می‌دهد.

مقاومت سایشی

برای اندازه‌گیری مقاومت سایشی مطابق استاندارد DIN ۲۵۵۱۶ آزمون سایش روی نمونه‌های مختلف انجام شد که نتایج این آزمون در جدول ۱ آورده شده است.

یکشنبه میزان سایش مربوط به آمیزه معمولی با ۶۰ درصد لاستیک بوده و کمترین سایش مربوط به آمیزه سازگار شده و وولکانیز با ۸۰ درصد لاستیک است. بنابراین، پنطر می‌رسد مقاومت سایشی آمیزه‌های اصلاح شده نیز بهبود یافته است. همچنین لا اطلاعات جدول ۱ افزایش میزان سایش متناسب با افزایش درصد پلی استال را يان می‌کند که این کاهش مقاومت سایشی ممکن است نتیجه از تأثیرگذاری و ناسازگاری پیش‌آمیزه‌های پادرصد بالاتر پلی استال باشد که منجر به تگستگی فاز پیوسته لاستیک می‌شود.

شكل شناسی

عکس‌های بدست آمده از میکروسکوپ الکترونی، آشکار کننده جدایی فازها در آمیزه است (شکل ۸). آمیزه معمولی پلی استال و لاستیک پتریل کاملا ناسازگار بوده و مشاهده می‌شود که نواحی فازها بسیار بزرگ است که آنها نتیجه از اختلاف بسیار زیاد تگزگاری دو پلیمر است. علاوه بر این، نیروهای چیزینگی بین سطوح نسبت به تنشی‌های سطحی ناچیزند و شرایط برای توزیع پکواخت فازها مهیا نمی‌شود. بناتجه به عکس‌های میکروسکوپی مشاهده می‌شود که استفاده از ناسازگار کننده و

- Type Polyacetal/Ethylene-Propylene-Diene Terpolymer Blends; *J. Appl. Polym. Sci.*; **47**, 105, 1993.
6. Kumar G., Neel Akantan N.R. and Subramanian N.; Stress Relaxation Behavior of Polyacetal Thermoplastic Polyurethane Elastomer Blends; *J. Appl. Polym. Sci.*; **50**, 2209, 1993.
 7. Coran A.Y. and Patel R., Compatibilized Polymer Blends. US Pat. 4,355,139, Oct. 19, 1982.
 8. Kumar C. R. et al., Morphology and Mechanical Properties of Thermoplastics Elastomers from Nylon-Nitrile Rubber Blends; *J. Appl. Polym. Sci.*; **61**, 2383, 1996.
 9. Muratoglu O.K., Argon A.S. and Cohen R.E.; Toughening Mechanism of Rubber-Modified Polyamides; *Polymer*; **39**, 5, 921, 1995.
 10. Janak H.; Polyamide-Rubber Blends: Microscopic Studies of the Deformation Zone; *Polymer*; **36**, 1995.
 11. Ha C.S. and Kim S.C.; *J. Appl. Polym. Sci.*; **37**, 317, 1984.
 12. Younsok S., Hwang S.S. and Kim K.U., Influence of the Mechanical Properties of the Dispersed phase upon the Behavior of Nylon/Rubber Blends Crosslinking Effect; *Polymer*; **34**, 8, 1667, 1993.
 13. Horrion J. and Cartasegna S., Morphology, Thermal and Mechanical Properties of Polyacetal/Ionomer Blends; *Polym. Eng. Sci.*; **36**, 2061, 1996.
 14. Rudin A.; *The Elements of Polymer Science and Engineering*; Academic, 1999.

POM/NBR بکار نزود، خواص آمیزه بسیار نامطلوب خواهد بود، در این پژوهش، با استفاده از یک سازگار کننده تجاری و ولکاش فاز لاستیک، بهبود زیادی در خواص آمیزه حاصل شده است. این پژوهش اولین قدم برای اصلاح آمیزه پلی استال و لاستیک تیترول بوده و برای انجام آن از سازگار کننده و عامل پخت تجاری و در دسترس استفاده DCP شده است که البته مشکلاتی نظری تحریب پلی استال به وسیله وجود آمده است. اما، بنظر می رسد که با استفاده از سازگار کننده و عامل پخت مناسبتر نتایج بهتری بدست می آید.

مراجع

1. Kumar G., Akantan Neel N.R. and Subramanian N., On the Compatibilization and Dynamic Vulcanization of Polyacetal/Ethylene-Propylene-Diene Terpolymer Blends; *J. Appl. Polym. Sci.*; **52**, 483, 1994.
2. Moffett A.J. and Dekkers M.E., Compatibilized and Dynamically Vulcanized Thermoplastic Elastomer Blend of Poly(Butylene terephthalate) and Ethylene Propylene Diene Rubber; *Polym. Eng. Sci.*; **32**, 1, 1, 1992.
3. *Thermoplastic Elastomers from Rubber Plastics Blends*; De S.K. and Bhowmick A. K. (Ed.), Ellis Horwood, London, 1990.
4. Chang F.C. and Yang M.Y., Mechanical Fracture Behavior of Polyacetal and Thermoplastic polyurethane Elastomer Toughened Polyacetal; *Polym. Eng. Sci.*; **36**, 343, 1996.
5. Chiang W.Y. and Huang C.Y., Properties of Copolymer