

ارزیابی اثر کاربرد پلیمرهای ابر جاذب بر ظرفیت نگهداری و پتانسیل آب بر سه نوع بافت خاک

Evaluating the Application of Superabsorbent Polymers on Soil Water Capacity and Potential on Three Soil Textures

جهانگیر عابدی کوپایی^{*}، فرحتانز سهراب

اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، صندوق پستی ۸۴۱۵۶

دریافت: ۸۲/۱۰/۱۴، پذیرش: ۸۳/۲/۱۵

چکیده

امروزه از جمله راهکارهای افزایش بازده آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک استفاده از مواد ابر جاذب رطوبت است. پلیمرهای ابر جاذب می‌توانند آب حاصل از آبیاری و بارندگی را جذب کرده و از فرونشست عمقی آن جلوگیری کنند. در پژوهش حاضر، آثار مقاومت حاصل از عمل آوریهای بکارگرفته شده از دو نوع ابر جاذب سنتزی PR۳۰۰-۵A و Super AB A۱۰۰ بر سه نوع بافت خاک (سبک، متوسط و سنگین) در چهار سطح استفاده (۸/۶، ۸/۴، ۸/۲ و ۸/۰ g) پلیمر در کیلوگرم خاک) بر پارامترهای منحنی مشخصه رطوبت خاک حاصل از برآذش دو مدل RETC و Rosetta و انواع تخلخل خاک بررسی شده است. نتایج حاصل از دو مدل برآذش مدل‌های برنامه RETC نسبت به مدل Rosetta برآذش بهتری نشان می‌دهند. تجزیه و تحلیل آماری نشان می‌دهد که بین دو پلیمر، با هم، با نمونه شاهد و بین سطوح استفاده اختلاف معنی‌داری در سطح یک درصد وجود دارد. مقدار آب در دسترس کیاه نیز در هر بافت نسبت به نمونه شاهد افزایش دارد. بطورکلی کاربرد پلیمر PR۳۰۰-۵A در سطوح ۸/۰ و ۸/۲ g در کیلوگرم خاک، مقدار رطوبت قابل استفاده را به ترتیب ۱/۵ تا ۳/۵ برابر افزایش داده است. در افزایش انواع تخلخل اثر کاربرد پلیمرها در بافت شنی به علت درجه تورم بیشتر پلیمرها در این خاکها چشمگیرتر بود و باعث افزایش تخلخل مowین به میزان ۴ برابر نسبت به نمونه شاهد و کاهش تخلخل تهیه‌ای شد.

واژه‌های کلیدی

پلیمرهای ابر جاذب، ظرفیت نگهداری آب در خاک، مدل منحنی مشخصه رطوبت خاک، بافت خاک، تخلخل

مقدمه

و به راحتی از دسترس خارج شده و حتی گاهی موجب بروز خساراتی نیز می‌شود. اعمال مدیریت صحیح و بکارگیری فنون پیشرفتی به منظور حفظ ذخیره رطوبت خاک و افزایش ظرفیت نگهداری آب در آن از جمله اقدامات مؤثر برای افزایش بازده آبیاری و در نتیجه بهبود

یکی از ویژگیهای اقلیمی مناطق خشک و نیمه خشک افزون بر کمبود بارندگی سالانه، نزول بارشهای باشدت نسبتاً زیاد در مدتی کوتاه است که منجر به وقوع جریانهای سطحی زیاد می‌شود. از آنجا که این جریانها بطور عمدی در فصلهای غیرزراعی اتفاق می‌افتد، بدون استفاده

Key Words

superabsorbent polymers, soil water capacity, soil moisture characteristic curve model, porosity, soil texture

آزمایشگاهی بوده است. در سال ۱۳۷۸، گنجی خرم دل اثر پلیمر PR^{۳۰۰۵A} را روی دو نوع بافت خاک، لومی و لوم شنی بررسی کرد و نتیجه گرفت که با ۰/۳ درصد پلیمر افزایش درصد وزنی رطوبت در حد ظرفیت زراعی در خاک لومی به مقدار ۴/۶ درصد و در خاک لوم شنی به مقدار ۷/۲۴ درصد است. همچنین، افزایش مقدار آب قابل استفاده گیاه در خاک لومی با ۰/۳ درصد پلیمر به مقدار ۴/۱۷ درصد و در خاک لوم شنی به مقدار ۵/۴۴ درصد است [۴]. در سال ۱۳۷۹، غیور از آثار متفاوت حاصل از ۵ نوع ماده جاذب رطوبت روی ظرفیت نگهداشت آب در بافت‌های مختلف خاک نتیجه گرفت که پلیمرهای ابر جاذب، در هر مکش از منحنی مشخصه رطوبت خاک بسته به مقادیر سطح استفاده از آنها، تا چند برابر درصد حجمی رطوبت خاک را افزایش می‌دهند. با توجه به رطوبت قابل دسترس، بهترین نتیجه در مورد بافت لومی و با کاربرد پلیمر PR^{۳۰۰۵A} در سطوح استفاده ۴ و ۸ در کیلوگرم خاک بدست آمد که مقدار رطوبت در این شرایط به ترتیب ۲ تا ۴ برابر افزایش داشته است [۵]. در سال ۱۳۸۰، خلیل پور از اثر پلیمر BT ۵۳ بر رشد و توسعه گیاه نتیجه گرفت که پلیمر یاد شده با افزایش قدرت نگهداری آب در خاک و ایجاد چسبندگی و کاهش فرسایش سطحی آن، کمک زیادی به حفظ خاک و درصدگیرانی گیاهان در خاکهای حساس به فرسایش می‌کند [۶]. در سال ۱۳۸۱ الله دادی نیز اثر پلیمر Super AB A1۰۰ رشد و کارایی گیاه ذرت علوفه‌ای بررسی کرد. نتایج نشان دهنده آثار مثبت مقادیر بالاتر ابر جاذب روی خواص مورد بررسی، بویژه ارتفاع بوته و تجمع ماده خشک گیاه بوده است. از طرفی، با افزایش فوائل آبیاری اثر وجود و مقادیر بیشتر پلیمر محسوس تر بنظر می‌رسد [۷].

در این پژوهش، اثر کاربرد دو نوع ابر جاذب PR^{۳۰۰۵A} و Super AB A1۰۰، روی پارامترهای منحنی مشخصه خاک حاصل از برآذش دو مدل برنامه RETC (ون گنوختن و بروکس وکوری) و Rosetta و همچنین درصد حجمی رطوبت در هر مکش از منحنی رطوبت خاک، مقدار آب قابل استفاده گیاه و انواع تخلخل خاک (تخلخل کل، تهويه‌ای و مویین) در سه بافت خاک (سبک، متوسط و سنگین) بررسی شد.

تجربی

مواد و روشها

مواد مصرفی شامل سه نوع بافت خاک برداشت شده از سه منطقه در اطراف اصفهان که ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاکها در جدول ۱ آمده است. پلیمرها شامل PR^{۳۰۰۵A} ساخت شرکت فرانسوی Snf و

بهره‌برداری از منابع محدود آب کشور است. یکی از راهکارهای استفاده بهینه از منابع آب و حفظ آن، استفاده از مواد جاذب رطوبت سنتزی یا پلیمرهای ابر جاذب است.

پلیمرهای ابر جاذب، ژلهای پلیمری آبدوست یا هیدروژلهایی هستند که می‌توانند مقدار زیادی آب جذب کنند. پس از عمل جذب و در اثر خشک شدن محیط، آب داخل پلیمر بتدریج تخلیه می‌شود و بدین ترتیب خاک به مدت طولانی و بدون نیاز به آبیاری مجدد، مروطوب می‌ماند. از دیدگاه عملی ماده‌ای که قابلیت جذب حداقل ۲۰ برابر وزن خود را دارد باشد به عنوان ابر جاذب ارزیابی می‌شود. مقدار جذب آب در این پلیمرها بسته به فرمولیندی، آب، ناخالصیها و مقدار نمک موجود، از مقادیر بسیار کم حدود ۲۰ برابر وزنی تا بالاتر از ۲۰۰۰ برابر وزنی متغیر است [۱].


ابر جاذبهای، بی‌بو، بی‌رنگ و بدون خاصیت آلاندگی در خاک، آبهای سطحی و زیرزمینی و بافت‌های گیاهی هستند. این مواد از نظر بارکتیریکی دارای انواع آنیونی، کاتیونی و خنثی بوده، که نوع آنیونی آن در کشاورزی حائز اهمیت است. ابر جاذبهای آنیونی با دارابودن ظرفیت زیاد تبادل کاتیونی قادرند علاوه بر جذب مقادیر زیاد آب، کاتیونهای مؤثر و مفید رشد گیاه را در خود جذب کرده و در موقع لزوم در اختیار گیاه قرار دهند. ذرات پلیمرهای ابر جاذب دارای چهار اندازه کوچک (۰/۳-۱ mm)، متوسط (۱-۲ mm) و بزرگ (۲-۴ mm) هستند. بجز نوع پودری آن که دارای خاصیت بقا و عمر کوتاه در خاک است، این مواد بسته به شرایط محیط حدود ۵ تا ۱۲ سال در خاک باقی مانده و به علت تغییر حجم مداوم (انبساط به هنگام تورم و انقباض به هنگام از دست دادن آب) مقدار هوا را در خاک افزایش می‌دهند و در نهایت بسته به نوع آن، به کمک میکرووارگانیسمها در خاک تجزیه می‌شوند [۳].

مهمنترین پلیمرهای غیریونی مورد مصرف در کشاورزی پلی اتیلن اکسید است و از دسته آنیونی می‌توان پلیمرهای کربوکسیل موجود در پلیمر که قابلیت جذب خود را می‌دانند گروههای کربوکسیل موجود در پلیمر هستند. در سال ۱۳۷۳ عسگری و همکاران گزارش کرده‌اند، هنگامی که پلیمر در برای اکسیژن موجود در آب که هر دو بار منفی دارند قرار می‌گیرد، سبب ایجاد دافعه شدید بین این گروهها می‌شود و در نتیجه زنجیرهای فاصله بیشتری از یکدیگر گرفته و آب بیشتری را در خود جای می‌دهند. بدین ترتیب، پلیمر از حالت کلافی درآمده و آب محیط اطراف خود را تا چند برابر جذب می‌کند. وقتی محیط اطراف ماده عاری از آب شد، عکس حالت یاد شده اتفاق می‌افتد [۱].


استفاده از پلیمرهای ابر جاذب در خاک، سابقه چندانی در ایران ندارد و پژوهش‌های انجام شده به شکل کلاسیک و در محدوده کارهای

جدول ۱- ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاکهای منطقه.

منطقه برداشت	بافت خاک	ρ_b (g/cm ³)	pH	رسانندگی الکتریکی (dS/m)	نسبت جذب سدیم (%) ^{۱۵}	ظرفیت تبادل کاتیونی (mol/kg)	مواد آلی (%)	θ_s (cm ³ /cm ³)	θ_r (cm ³ /cm ³)
پخش سیلان موغار	لوم شنی	۰/۷۸	۷/۸	۵/۸۱	۱۰/۵۴	۱۶/۶۴	۰/۰۵۵	۰/۳۱	۰/۰۴۱
عباس آباد پغری	لومی	۷/۴۸	۷/۱	۷/۲۸	۱۴/۴۲	۲۴/۷۱	۰/۲۲	۰/۴۳	۰/۱۰
مهاباد	رسی	۷/۳۶	۷/۷	۲۲/۱۵	۳۷/۷۱	۲۷/۳۶	۰/۱۷	۰/۴۸	۰/۱۹

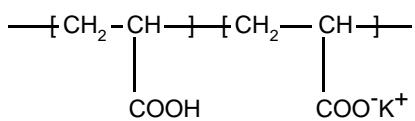

ساختار ۱

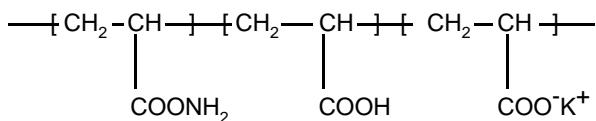

ساختار ۲

برای بدست آوردن پارامترهای منحنی مشخصه رطوبت خاک (α , θ_s , θ_r , n) در هر عمل آوری، از دو نرم افزار (retention curve) RETC و Rosetta و استفاده شد. RETC بر نامه ای رایانه ای است که برای تحلیل یا برآورد ویژگیهای هیدرولیکی خاکهای سیرن شده استفاده می شود [۷]. این برنامه اولین بار توسط ون گنوختن در سال ۱۹۹۱ ارائه شد. برنامه RETC رامی توان برای برآش زن چند مدل تحلیلی بر داده های اندازه گیری شده منحنی رطوبت خاک یا داده های رسانندگی هیدرولیکی بکار برد. در این برنامه برای پیش بینی پارامترهای منحنی مشخصه رطوبت خاک (α , θ_s , θ_r , n) از مدل های بروکس و کوری [۸] و ون گنوختن [۹] استفاده می شود که به ترتیب با معادلات زیر نشان داده می شود:

$$\theta = \theta_r + (\theta_s - \theta_r)[1 + (\alpha h)]^{-m} \quad (1)$$

$$\theta = \theta_r + (\theta_s - \theta_r)(\alpha h)^{-\lambda} \quad (2)$$

که در آن α , θ_s , θ_r , n و λ به ترتیب درصد رطوبت حجمی سیر شده، درصد رطوبت حجمی باقی مانده، عکس مکش ورود هوا، شبکه کلی منحنی مشخصه رطوبت خاک بین دو نقطه ظرفیت زراعی (field capacity, FC) و پژمردگی دائم (permanent wilting point, PWP) و شاخص توزیع اندازه منافذ خاک است [۷, ۱۰]. برنامه Rosetta براساس شبکه عصبی عمل کرده و بواسطه توابع انتقالی خاک (درصد توزیع اندازه ذرات

Super AB A100 ساخت شرکت رهاب رزین تحت لیسانس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و سطوح استفاده شامل چهار سطح (۲, ۴, ۶, ۸ g/cm²) پلیمر در کیلوگرم خاک) بود. پلیمرها در چهار سطح بالا در سه تکرار به سه نمونه بافت خاک (نمونه های ۱۰۰ g) اضافه شدند. درصد وزنی رطوبت برای هر عمل آوری در شش مکش یا پتانسیل ماتریک (۰, ۱, ۲, ۳, ۵, ۱۵ bar) به کمک دستگاه صفحه فشاری اندازه گیری شد. آماده کردن نمونه های عمل آوری شده برای قرار دادن در دستگاه صفحات فشاری به ترتیب زیر بود:

استوانه های به قطر ۶/۵ cm و ارتفاع ۳ cm در نظر گرفته شد و در ته هر استوانه قطعه کاغذ خشک کنی (صفافی) هم قطر با آن، قرار داده شد. سپس روی آن با تکه پارچه ای به اندازه مناسب، با کش لاستیکی بسته شد (کاغذ برای جلوگیری از خروج ذرات ریز خاک و پارچه برای تحکیم توده خاک درون استوانه بکار گرفته شد). سپس درون استوانه های آماده شده، مقدار ۱۰۰ g خاک با مواد جاذب رطوبت، در چهار سطح اشاره شده در بالا مخلوط شد. ضخامت نمونه عمل آوری شده ۲/۵ cm و قطر آن ۶/۵ cm بود. نمونه های آماده شده به مدت ۲۴ h برای سیر شدن درون تشت قرار داده شدند و سپس نمونه های سیر شده تو زین و داخل دیگ دستگاه به مدت ۲۴ h تا ۴۸ h تحت مکش با فشار موردنظر قرار گرفتند. پس از توقف جریان خروجی آب که نشان دهنده به تعادل رسیدن رطوبت در مکش وارد شده بود، نمونه ها از دستگاه خارج شده و بلا فاصله تو زین شدند. سپس آنها در درون آون به مدت ۲۴ h در دمای ۱۰۵°C قرار گرفتند تا کاملاً خشک شوند. در مرحله بعد، رطوبت وزنی آنها معین شد. درصد رطوبت حجمی با توجه به چگالی ظاهری هر بافت محاسبه شد. کلیه آزمایشها در داخل آزمایشگاه در دمای ۲۵±۳°C انجام شد.

همان طور که در ساختار شیمیایی دو پلیمر مورد استفاده مشاهده می شود، Super AB A100 کوپلیمر آکریلیک اسید-پتانسیم آکریلات است (ساختار ۱)، در حالی که PR^{۳۰۰۵A} ترپلیمری از آکریل آمید، آکریلیک اسید و پتانسیم آکریلات است (ساختار ۲). مشخصات کلی هر دو پلیمر در جدول ۲ درج شده است.

انجام شد. این طرح کاملاً تصادفی و دارای ۳ نمونه عمل آوری شده (شاهد، پلیمرهای PR۳۰۰A و A۱۰۰ Super AB) در چهار سطح و سه نوع بافت خاک در سه تکرار بود.

نتایج و بحث

انتخاب رزین ابر جاذب با تکیه بر ساختار و خواص

همان طور که پیشتر اشاره شد، رزینهای ابرجاذب مورد استفاده در کشاورزی غالباً هیدروژلهایی از نوع آنیونی اند. این هیدروژلهای در مقایسه با انواع غیریونی (مثل آکریل آمیدی کامل) از قدرت جذب بمراتب بالاتری برخوردارند، اما در مجاورت کاتیونها (شرایط محیط واقعی)، افت جذب بیشتری نسبت به انواع غیریونی نشان می دهد. بنابراین، دو پایه از رزینها با حساسیت نمکی مختلف برای این کار پژوهشی انتخاب شدن. با توجه به ساختار شیمیایی رزینهای مورد استفاده، رزین Super AB A¹⁰⁰ ساختاری عمدتاً آنیونی دارد و فاقد آکریل آمید (مونومر غیریونی) است. در حالی که رزین PR^{300.5A} با داشتن جزء آکریل آمید، از سهم غیریونی بسیار بیشتری برخوردار است. بنابراین، همان طور که از جدول مشخصات فیزیکی - شیمیایی این دو رزین مشخص است، افت جذب Super AB A¹⁰⁰ از ۲۰۳g/g در آب مقطر به ۱۸۰g/g در آب شهر و ۴۰g/g در آب نمک ۰/۹ درصد در مقایسه با مقادیر متناظر برای رزین PR^{300.5A} مورد توجه قرار گرفت. حساسیت نمکی به شکل اعداد کمی در جدول ۳ داده شده است. مطابق این داده ها حساسیت PR^{300.5A} در مقابل نمک در مقایسه با Super AB A¹⁰⁰ کمتر است. بجز عامل تفاوت در رفتار و خواص، قیمت، قابلیت دسترسی و منبع تامین رزینها نیز در گزینش آنها دخالت دارد.

اثر کاربرد پلیمرها بر پارامترهای منحنی مشخصه رطوبت خاک

درصد رطوبت حجمی سیرشده خاک (θ_s)

بطورکلی در هر بافت با افزودن پلیمرها و افزایش سطح استفاده، مقدار

جدول ۲ - مشخصات کلی پلیمرها.

مشخصات		پلیمر ابر جاذب
مشخصه	ردیف	حالت ظاهری
دانه های سفید	۱	دانه های سفید
شکر مانند	۲	شکر مانند
۳-۴	۳	۵-۷
۱/۱	۴	۱/۴-۱/۵
۶-۷	۵	۶-۷
۵۰-۲۰۰۰	۶	۵۰-۱۵۰
۳۰۰	۷	۲۰۳
۱۶۰	۸	۱۸۰
۹۵	۹	۴۰
		ظرفیت جذب آب ذرات (μm)
		ظرفیت جذب آب قطر (g/g)
		ظرفیت جذب آب شهر (g/g)
		ظرفیت جذب آب 0.9 NaCl درصد (g/g)

بافت خاک، چگالی ظاهري و درصد حجمي رطوبت در دونقطه ۳۳ و $(50 \cdot kPa)$ پارامترهای θ_s , θ_r , α و n را براي اساس معادله ون گنوختن تخمین مي زند [۱۱، ۱۲].

توابع انتقالی خاک (pedo-transfer functions، PTFs)، توابعی هستند که ویژگیهای زود یافت خاک (نظیر جرم مخصوص ظاهري خاک، بافت خاک، درصد مواد آلی خاک و در صورت وجود مقدار آب خاک در مکش ۳۳ و ۱۵۰۰ kPa) را به ویژگیهای دیریافت خاک (نظیر منحنی مشخصه رطوبت خاک $(h(\theta))$ و تابع رسانندگی هیدرولیکی $(K(\theta))$) انتقالات م دهند [۱۷-۱۱].

انواع تخلخل خاک برای هر عمل آوری با دستگاه ستون آویزان آب اندازه گیری شد [۱۸] و اثر افزودن پلیمرها برای هربافت خاک بررسی شد. طرح آماری: تحلیل میانگینهای وزنی درصد رطوبت حجمی هر مکش در هر بافت و همچنین مقدار آب قبل استفاده، براساس آزمون LSD در سطح احتمال ۵ درصد و با استفاده از نرم افزار آماری SAS


جدول ۳ - عوامل مؤثر در انتخاب پلیمر ابر جاذب مورد استفاده.

پلیمر ابر جاذب	حساسیت نمکی (الف)	در آب شهر	در آب ۰/۹ درصد NaCl	قیمت (کیلوگرم/ریال)	منبع تأمین (ب)
Super AB A ۱۰۰ PR۳۰۰۵A	۰/۱۱۳	۰/۸۰۳	۰/۸۸۳	۳۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰	ایرانی فرانسوی

(الف) محاسبه کمیت بدون بعد حساسیت نمکی (F): جذب در آب مقطر / جذب در محلول نمکی - ۱ = F و (ب) قیمت در زمان اجرای طرح.


درصد رطوبت حجمی باقی مانده (θ_f)

در شکل ۲ تغییرات θ_f مدل ون گنوختن در هر سه بافت در مقایسه با نمونه شاهد داده شده است. در این حالت هم مقدار θ_f حاصل از برازش مدلها در هر سه بافت با کاربرد پلیمرها و افزایش سطح استفاده زیاد می‌شود. در بین مدلها، مدل ون گنوختن مقدار بیشتری نشان می‌دهد. از مدل بروکس و کوری نیز نتایج نزدیک به مدل ون گنوختن حاصل می‌شود. بیشترین مقدار θ_f با کاربرد پلیمر PR^{3005A} و سطح ۸ g/kg می‌شود.

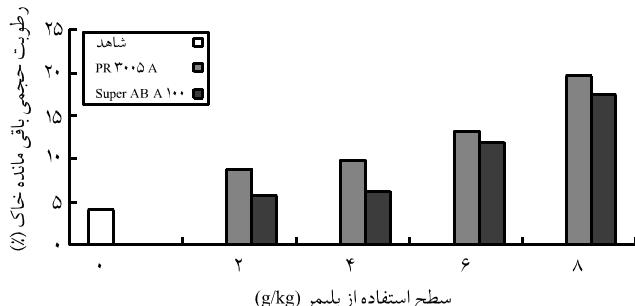


(الف)


درصد حجمی رطوبت سیر شده خاک افزایش می‌پاید. در هر عمل آوری مقدار θ_f حاصل از برازش دو مدل RETC برابر بوده و در مقایسه با θ_f مدل Rosetta مقدار بیشتری نشان می‌دهد. در هر سه بافت، بیشترین مقدار θ_f به ترتیب مربوط به ابر جاذب PR^{3005A} و بعد Super AB A¹⁰⁰ و در بین سطوح استفاده به ترتیب سطوح ۸، ۶، ۴ و ۲ گرم در کیلوگرم خاک است. در شکل ۱ نتایج دو پلیمر در مقایسه با نمونه عمل آوری شده شاهد برای سه بافت آورده شده است.

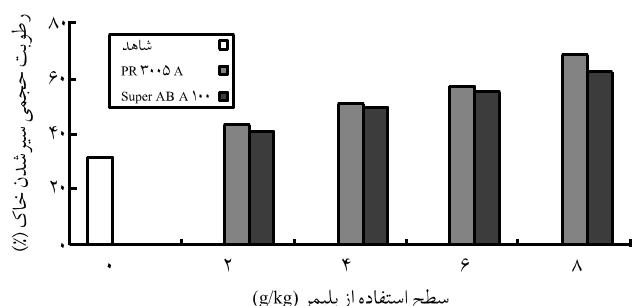


(الف)

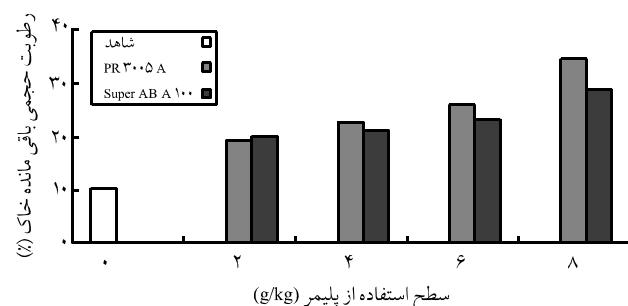


(ب)

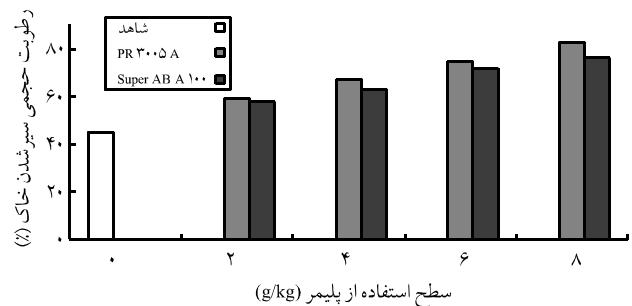

(ب)

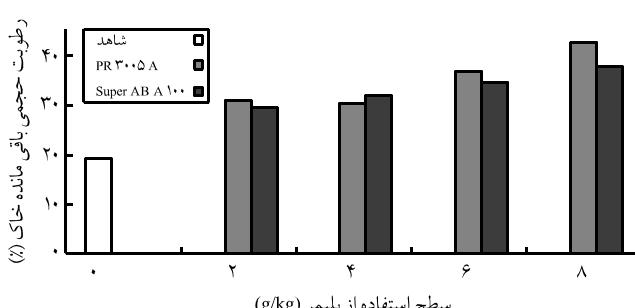


(ج)

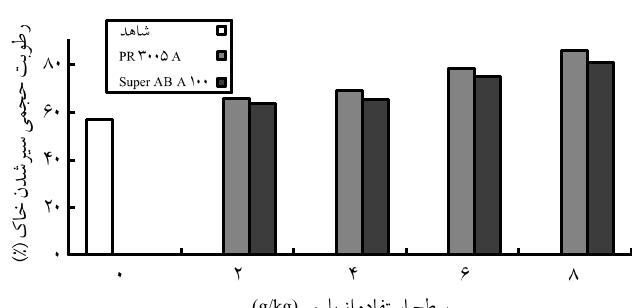

(ج)

شکل ۲ - تغییرات درصد رطوبت حجمی باقی مانده (θ_f) خاک در اثر کاربرد دوپلیمر در سطوح مختلف استفاده: (الف) بافت شنی، (ب) بافت لومی و (ج) بافت رسی.

شکل ۱ - تغییرات درصد رطوبت حجمی سیرشدن خاک (θ_s) در اثر کاربرد دوپلیمر در سطوح مختلف استفاده: (الف) بافت شنی، (ب) بافت لومی و (ج) بافت رسی.

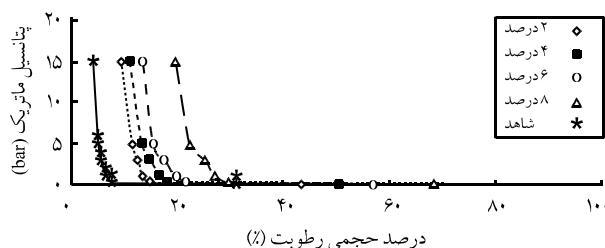

شکل ۳- نمودار مشخصه رطوبت در بافت لوم شنی در اثر کاربرد پلیمر PR3005A در سطوح مختلف استفاده.

محیطی متخلخل در اثر جذب و دفع آب، باعث کاهش خلل و فرج ریز و سرعت حرکت بیشتر آب شده و برای خروج آب از این نقطه نیاز به فشار کمتری است. به عبارتی مقدار α زیاد می‌شود و مشکل ماندابی شدن آب در این بافتها تا حدودی برطرف می‌شود.


نمودارهای مشخصه رطوبت خاک

نمودارهای مشخصه رطوبت خاک هر بافت برای هر پلیمر، براساس مقایسه بین سطوح استفاده با هم و با نمونه شاهد است. با توجه به سه نوع بافت و دو نوع پلیمر برای هر بافت ۲ نمودار و در مجموع ۶ نمودار وجود دارد که شامل شکلهای ۳ تا ۸ است.

از مطالعه کلی نمودارهای رطوبت خاک در محدوده بین مکشها کم (۰ تا ۳ bar) و مکشها زیاد (۳ تا ۱۵ bar) چنین نتیجه می‌شود:

- در مکشها کم مقدار قابل توجهی از رطوبت جذب شده به کمک ابر چاذهب آزاد می‌شود. به عنوان مثال در سطح استفاده g ۸ پلیمر PR3005A در کیلوگرم خاک، در بافت شنی (شکل ۳) مقدار درصد حجمی رطوبت از $37/68$ به ۲۵ درصد، دریافت لومی (شکل ۵) از $83/5$ به ۳۶ درصد و در بافت رسی (شکل ۷) از $86/8$ به $43/4$ درصد رسیده است.

بنابراین، آزادسازی رطوبت در مکشها کم مزیتی برای پلیمرها بویژه در بافتهای متوسط تا سنگین محسوب می‌شود. بطورکلی، بیشترین

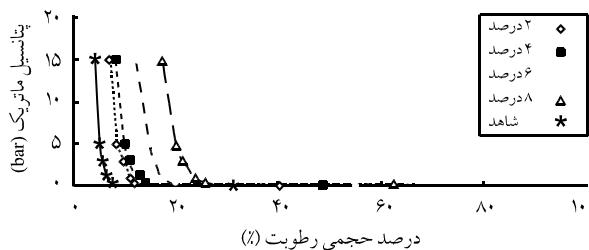

شکل ۴- نمودار مشخصه رطوبت در بافت لوم شنی در اثر کاربرد پلیمر Super AB A100 در سطوح مختلف استفاده.

در کیلوگرم خاک بدست آمد. با توجه به شکل ۲ مشخص می‌شود که افزایش رطوبت حجمی باقی مانده در بافت شنی بیشتر بوده و مقدار آن تا ۵ برابر نسبت به نمونه شاهد بیشتر شده است.

شب منحنی مشخصه رطوبت خاک (n)


با افزودن پلیمرها و مصرف مقادیر زیاد آن، به علت افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک، مقدار n کم می‌شود و سرعت از دست دادن آب کاهش می‌یابد. در هر سه بافت و در هر سطح استفاده برای هر دو پلیمر، کمترین مقدار n حاصل برآش مدل بروکس و کوری است. مدل ون گنوختن در هر حالت مقدار ثابتی برای n نشان می‌دهد ($n = 1/10.05$). در جدول ۴ مقادیر n مدل بروکس و کوری در مقایسه با نمونه شاهد آورده شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش سطوح استفاده، درصد n به میزان ۲۰ تا ۳۰ برابر کاهش می‌یابد.

فشار ورود هوا به خاک ($h_b = 1/\alpha$)


در ناحیه ورود هوا به خلل و فرج خاک، پتانسیل ماتریک تغییر می‌کند. در بافتهای شنی به علت داشتن خلل و فرج درشت زیاد، با مکش بسیار کم آب از خلل و فرج خارج می‌شود. یا به عبارتی مقدار α در این نوع خاکها زیاد است. با افزودن پلیمرها و افزایش سطح استفاده، تورم زیاد پلیمرها در این بافت باعث اتصال خلل فرج درشت و درنتیجه افزایش سطح تماس آب با خاک می‌شود. در این حالت برای خروج آب از این نقطه نیاز به فشار بیشتری است و مقدار α کم می‌شود [۱۸، ۱۹]. نتایج حاصل از برآش هر سه مدل نشان دهنده کاهش α و افزایش مکش در نقطه ورود هوا به بافت شنی است. در نمونه شاهد در دو بافت متوسط و سنگین به علت داشتن خلل و فرج ریز و سطح ویژه زیاد خاک، مقدار فشار ورود هوا زیاد یا α کم است. افزودن پلیمرها به علت ایجاد

جدول ۴- مقادیر n مدل بروکس و کوری در مقایسه با نمونه شاهد در هر سه بافت در اثر کاربرد پلیمرها.

سطح استفاده (g/kg)				پلیمر	بافت خاک
۸	۶	۴	۲	شاهد	
۰/۰۸۰۵	۰/۰۸۰۷	۰/۳۱۰۱	۰/۲۳۲۲	PR3005A Super AB A 100	لوم شنی
۰/۱۸۰۱	۰/۱۸۹۱	۰/۲۰۵۷	۰/۲۱۰۶		
۰/۰۹۲	۰/۱۵۵۱	۰/۱۷۵۶	۰/۲۱۶	PR3005A Super AB A 100	لومی
۰/۰۹۹۷	۰/۱۹۶	۰/۲۰۵۷	۰/۲۳۴۲		
۰/۰۵۴۰	۰/۱۹۶۵	۰/۲۱۰۳	۰/۲۱۴۳	PR3005A Super AB A 100	رسی
۰/۰۵۴۳	۰/۰۷۹۵	۰/۱۹۹۶	۰/۲۱۲۵		

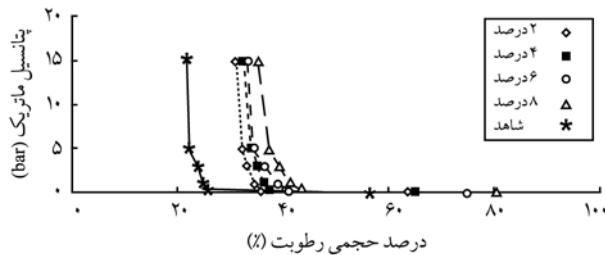

شکل ۷-نمودار مشخصه رطوبت در بافت رسی در اثر پلیمر PR ۳۰۰A در سطوح مختلف استفاده.

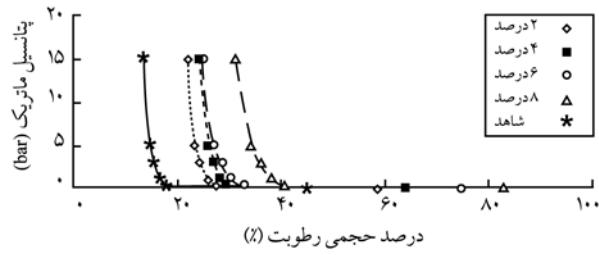


شکل ۵-نمودار مشخصه رطوبت در بافت لومی در اثر کاربرد پلیمر PR ۳۰۰.۵A در سطوح مختلف استفاده.

اختلاف معنی دار در سطح یک درصد وجود دارد. در بافت شنی اثرا فزوند دو پلیمر در خاک بر افزایش درصد رطوبت حجمی در هر مکش، منحنی مشخصه رطوبت خاک قابل توجه و نتایج نزدیک به هم می دهند. اما با توجه به تجزیه و تحلیل آماری بیشترین افزایش با کاربرد پلیمر PR ۳۰۰.۵A و سطح استفاده ۸ g در کیلوگرم خاک است. مقدار درصد حجمی رطوبت نسبت به نمونه شاهد با توجه به سطوح استفاده، ۲ تا ۴ برابر می شود. در بافت لومی نیز درصد رطوبت حجمی خاک در هر مکش با توجه به سطوح استفاده، از ۱/۵ تا ۲/۵ برابر تغییر می کند. در این بافت که مشکل نگهداری آب کمتر است استفاده از سطوح پایین، در حالت نیاز، توصیه می شود. در بافت رسی درصد حجمی رطوبت در هر مکش افزایش می یابد اما نسبت به دو بافت سبک و متوسط مقدار افزایش کمتر است. زیرا، درجه تورم پلیمرها در این بافتها به علت غلاظت زیاد املاح محلول در خاک، کمتر است. در این بافتها که به دلیل کم بودن رساندنگی هیدرولیکی آب مشکل ماندابی شدن آن وجود دارد، کاربرد سطوح پایین تر توصیه می شود.

رطوبت قابل استفاده گیاه (۱۵ bar تا ۰/۳)

در هر سه نوع بافت بین پلیمرها با هم و با نمونه شاهد و بین سطوح استفاده و اثر متقابل پلیمر با آنها در افزایش رطوبت قابل استفاده گیاه، اختلاف معنی دار در سطح یک درصد وجود دارد.

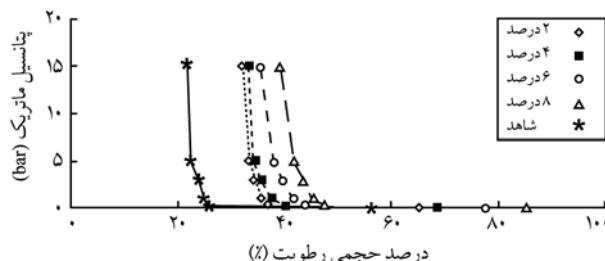

شکل ۸-نمودار مشخصه رطوبت در بافت رسی در اثر کاربرد پلیمر Super AB A100 در سطوح مختلف استفاده.


رطوبتی که در این مواد ذخیره می شود با تولید فشار اسمزی و مکش کم به وسیله گیاه قابل استفاده است.

- با توجه به این که مقدار قابل توجهی از رطوبت در مکشها کم آزاد می شود، ولی مقایسه مقادیر رطوبت باقی مانده در مکشها زیاد (۳ تا ۱۵ bar) با رطوبت این محدوده از مکش با شاهد نشان می دهد که اختلاف رطوبت باقی مانده نسبت به نمونه شاهد با افزودن پلیمرها بویژه در سطوح بالا قابل توجه است. با توجه به سطح استفاده ۸ g پلیمر PR ۳۰۰.۵A در کیلوگرم خاک، در بافت شنی مقدار درصد حجمی رطوبت در این محدوده از مکش بین ۴/۵ تا ۵/۵ برابر نمونه شاهد، در بافت لومی بین ۱/۵ تا ۲/۵ برابر نمونه شاهد و در بافت رسی بین ۲ تا ۱/۵ برابر نمونه شاهد است.

تجزیه و تحلیل آماری منحنی مشخصه رطوبت خاک در مکشها مختلف

مکشها ۰/۳، ۰/۳، ۰/۳، ۰/۳، ۱۵ bar

در هر بافت بطور جداگانه در هر مکش، بین دو پلیمر PR ۳۰۰.۵A و Super AB A100 با هم و با نمونه عمل آوری شده شاهد و همچنین بین سطوح استفاده اختلاف معنی دار در سطح یک درصد وجود دارد. بین اثر متقابل پلیمر و سطح استفاده نیز بر افزایش درصد رطوبت حجمی خاک

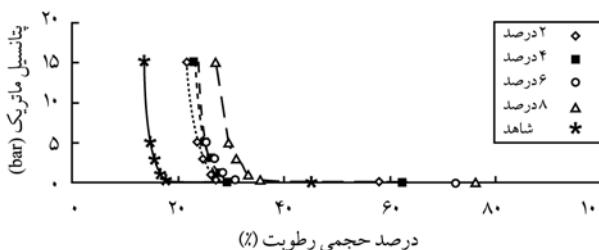

شکل ۶-نمودار مشخصه رطوبت در بافت لومی در اثر کاربرد پلیمر Super AB A100 در سطوح مختلف استفاده.

PR^{۳۰۰۵A} با سطح استفاده ۸g پلیمر در کیلوگرم خاک است که میزان افزایش در مقایسه با نمونه شاهد ^۳ برابر می‌شود. دو سطح ^۴ و ^۶ نیز نتایج نزدیک به هم دارند. البته مقدار آب قابل استفاده با پلیمر Super AB A^{۱۰۰} در سطوح ^۴ و ^۶ نزدیک به نتایج پلیمر PR^{۳۰۰۵A} است. در جدولهای ^۶ و ^۷ درصد رطوبت حجمی در دو نقطه FC و PWP و رطوبت در

در جدول ^۵ درصد حجمی رطوبت در دو نقطه ظرفیت زراعی (FC) و پژمردگی دائم (PWP) و همچنین رطوبت قابل استفاده گیاه در بافت شنی در مقایسه با نمونه شاهد آورده شده است. با توجه به جدول ^۵ درصد حجمی رطوبت در نقاط FC و PWP به مقدار ^{۱/۵} تا ^۵ برابر افزایش دارد. بیشترین افزایش رطوبت قابل استفاده گیاه مربوط به پلیمر

جدول ۵ - درصد حجمی رطوبت در نقاط FC و PWP و رطوبت قابل استفاده گیاه در مقایسه با نمونه شاهد در بافت شنی.


سطح استفاده (g/kg)				شاهد	پلیمر	وضعیت رطوبتی
۸	۶	۴	۲			
۲۹/۶۸	۲۱/۵۶	۱۸/۱۸	۱۴/۷۸	۷/۲۸	PR ^{۳۰۰۵A}	ظرفیت زراعی
۲۵/۶۴	۱۹/۶۷	۱۴/۰۷	۱۱/۷۴		Super ABA ۱۰۰	
۱۹/۶۲	۱۳/۴۱	۱۱/۱۷	۹/۴۷	۴/۱۱	PR ^{۳۰۰۵A}	نقطه پژمردگی
۱۷/۳۲	۱۲/۱۸	۸/۱۷	۶/۴۶		Super ABA ۱۰۰	
۱۰/۰۶	۸/۱۵	۷/۰۱	۵/۳۱	۳/۱۷	PR ^{۳۰۰۵A}	رطوبت قابل استفاده گیاه
۸/۳۲	۷/۴۹	۵/۹	۵/۲۸		Super ABA ۱۰۰	

جدول ۶ - درصد حجمی رطوبت در نقاط FC و PWP و رطوبت قابل استفاده گیاه در مقایسه با نمونه شاهد در بافت لومی.


سطح استفاده (g/kg)				شاهد	پلیمر	وضعیت رطوبتی
۸	۶	۴	۲			
۴۰/۷۵	۳۲/۷۶	۲۹/۵۱	۲۷/۴	۱۷/۴۳	PR ^{۳۰۰۵A}	ظرفیت زراعی
۳۵/۶۸	۳۰/۷۱	۲۷/۹۷	۲۷/۰۹		Super ABA ۱۰۰	
۳۱/۲	۲۴/۶۵	۲۴/۴۷	۲۲/۰۱	۱۳/۱۶	PR ^{۳۰۰۵A}	نقطه پژمردگی
۲۷/۱۲	۲۲/۵۷	۲۲/۲۶	۲۱/۵۶		Super ABA ۱۰۰	
۹/۵۵	۸/۱۱	۵/۰۴	۵/۳۹	۴/۲۷	PR ^{۳۰۰۵A}	رطوبت قابل استفاده گیاه
۸/۵۶	۷/۱۴	۵/۷۱	۵/۵۳		Super ABA ۱۰۰	

جدول ۷ - درصد حجمی رطوبت در نقاط FC و PWP و رطوبت قابل استفاده گیاه در مقایسه با نمونه شاهد در بافت رسی.

سطح استفاده (g/kg)				شاهد	پلیمر	وضعیت رطوبتی
۸	۶	۴	۲			
۴۷/۴۶	۴۳/۶۵	۲۹/۹۳	۳۷/۷۳	۲۵/۴۱	PR ^{۳۰۰۵A}	ظرفیت زراعی
۴۳/۵۷	۴۱/۰۹	۳۸/۰۸	۳۵/۹۰		Super ABA ۱۰۰	
۳۹/۰۷	۳۵/۶	۳۳/۱۶	۳۲/۱۸	۲۰/۷۶	PR ^{۳۰۰۵A}	نقطه پژمردگی
۳۵/۲۸	۳۳/۱۸	۳۲/۸۵	۳۷/۱۲		Super ABA ۱۰۰	
۸/۳۹	۸/۰۵	۶/۷۷	۵/۰۵	۴/۶۵	PR ^{۳۰۰۵A}	رطوبت قابل استفاده گیاه
۸/۲۹	۷/۹۱	۵/۲۲	۴/۷۸		Super ABA ۱۰۰	

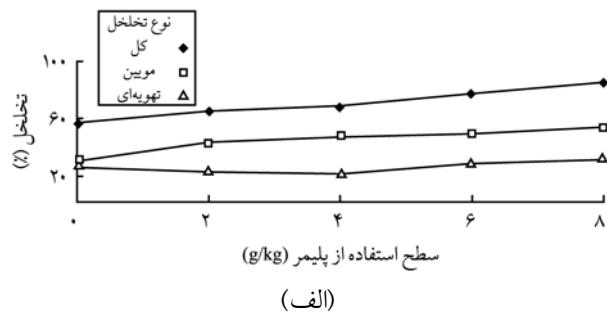

(الف)

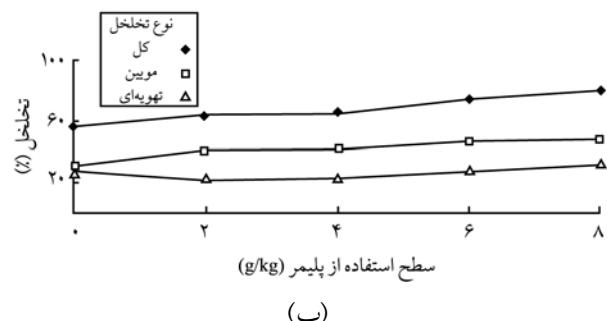

(ب)


شکل ۱۱- تغییرات انواع تخلخل خاک در بافت رسی با سطوح مختلف پلیمر: (الف) PR3005A و (ب) Super AB A100.

استفاده گیاه با افزایش مقدار استفاده در نهایت ۲ برابر می شود. در هر سه بافت بین سطوح ۶ و ۸ با سطوح ۲ و ۴ اختلاف معنی داری در سطح یک درصد وجود دارد.


اثر استفاده از پلیمرهای بر انواع تخلخل خاک

تخلخل خاک شامل دو بخش مویین و تهویه‌ای است. تخلخل مویین به بخشی از خلل و فرج گفته می شود که آب را با نیروی مویین نگهداری کرده و قطر آنها در حدود 0.6 mm یا کمتر است. تخلخل تهویه‌ای آن بخش از تخلخل کل است که قطر حفره‌های آن بیشتر از 0.6 mm باشد و در مکش 50 cm ارتفاع آب از رطوبت خالی شود [۲۰].

پلیمرهای ابر جاذب باعث افزایش انواع تخلخل خاک می شوند. در بافت‌های رسی که از نظر تخلخل تهویه‌ای و وضعیت زهکشی مشکل عمده‌ای ندارند، افزودن پلیمرها و همچنین مقدار زیاد مصرف باعث افزایش تخلخل مویین و کاهش تخلخل تهویه‌ای می شود. مقدار افزایش تخلخل مویین نسبت به نمونه شاهد با کاربرد پلیمر PR3005A و سطح استفاده 8 g/kg حدود ۴ برابر می شود. در بافت رسی تغییر زیادی تخلخل مویین و تهویه‌ای به یک نسبت است. در بافت رسی تغییر زیادی در تخلخل تهویه‌ای نسبت به نمونه شاهد بجز مصرف مقادیر بیشتر پلیمر ایجاد نمی شود. ولی مصرف زیاد پلیمر از طرفی باعث افزایش

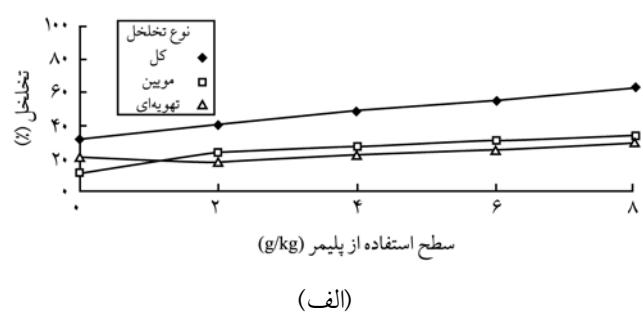


(الف)

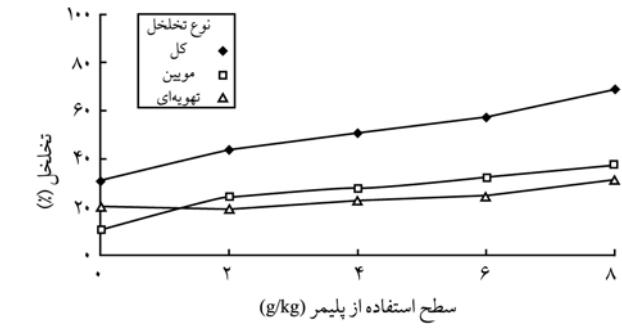


(ب)

شکل ۹- تغییرات انواع تخلخل خاک در بافت رسی با سطوح مختلف پلیمر: (الف) PR3005A و (ب) Super AB A100.

دسترسی گیاه در مقایسه با نمونه شاهد به ترتیب برای بافت‌های لومی و رسی آورده شده است. با توجه به این جداول مقدار رطوبت قابل

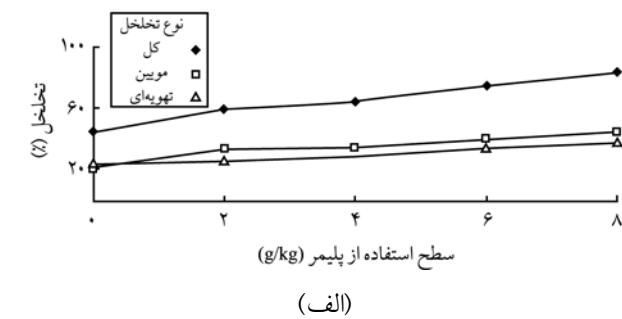

(الف)

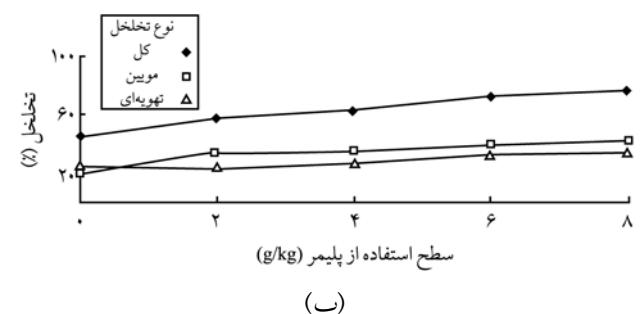

(ب)

شکل ۱۰- تغییرات انواع تخلخل خاک در بافت لومی با سطوح مختلف پلیمر: (الف) PR3005A و (ب) Super AB A100.

- ابر جاذبهای به دلیل خاصیت جذب و دفع آب مکرر، در بافت‌های متواتر رو به سنگین و سنگین باعث کاهش خلل و فرج ریز و کاهش تراکم خاک و افزایش تهویه می‌شوند.
- مصرف مقادیر زیاد پلیمرها در بافت‌های سبک (به دلیل قدرت تورم زیاد) باعث افزایش مقدار آب قابل استفاده گیاه تا حدود ۴ برابر نسبت به نمونه شاهد می‌شود.
- با توجه به اینکه بافت‌های سنگین از مقدار تخلخل موین و ظرفیت نگهداشت رطوبت زیادی برخوردارند، کاربرد سطوح پایینتر پلیمرها البته با توجه به نیاز طرح توصیه می‌شود.
- آخرین نکته‌ای که باید در مصرف پلیمرهای ابر جاذب مد نظر داشت صرفه اقتصادی آن است. در حال حاضر بهای هر کیلوگرم پلیمر خارجی (PR^{۳۰۰۵A}), ۶۰۰۰۰ ریال و پلیمر ساخت داخل کشور داخلی به پلیمر خارجی استفاده از این پلیمر با صرفه تر است. از طرفی، مصرف پلیمر در شرایط فعلی با قیمت بالایی که دارد، به شرطی اقتصادی خواهد بود که تأمین آب در طرح مربوط، قیمت تمام شده بالایی داشته باشد. تنها در این حالت است که مصرف پلیمر می‌تواند فواصل آبیاری را حدود ۲ تا ۳ برابر افزایش دهد و می‌توان انتظار داشت که در هزینه‌های آبیاری صرفه‌جویی گردد و مصرف آن از نظر اقتصادی توجیه پذیر شود.

مراجع

1. Asgari F., Nafisi S., Omidian H. and Hashemi V., Synthesis, Recognition and Modification the Properties of Superabsorbent Polymers, *Procedding International Seminar of Polymer Sciense and Technology*, 80-83, 1994.
2. Allahdadi A., Study the Effect of Superabsorbent Hydrogels Application in Reducing the Moisture Stress of Plants, *Proceedings of the 2nd Educational Course for Agricultural and Industrial Application of Superabsorbent Hydrogels*, Tehran, Iran, 33-55, 2002.
3. Ibid, Kabiri K., Application of Acrylic Superabsorbent Hydrogels in Various Industries: An Introduction, 1-32.
4. Ganji Khorramdel N., *Effect of Moisture Absorbent Polymer (PR3995A) on Some Soil Physical Properties*, MSc Thesis, University of Tarbiat Modarres, Tehran, Iran, 165, 1999.
5. Ghaiour F.A., *Effect of Moisture Absorbent Materials on Soil Water Holding and Potential*, Ministry of Jihad Agriculture, Isfahan Research Center of Animal and Natural Resources, Isfahan, Iran, 2000.
6. Khalilpour A., *Study the Application of Superabsorbent Polymer (BT773) on Controing Soil Erosion and Conservation*, Report of Research Project, Tehran Research Center of Natural Resources, Ministry of Jihad Agriculture, Tehran, Iran, 2001.
7. Van Genuchten M.Th., Leij F.J. and Yates S.R., *The RETC Code for Quantifying the Hydraulic Functions of Unsaturated Soils*, USEPA Rep. 60012-91/065. USEPA, Environment Research Laboratory, Ada, Ok, 1991.
8. Brooks R.H. and Corey A.T., *Hydraulic Properties of Porous Media*, *Hydrology Paper*, No. 3, Colorado State University, Colorado, 1964.
9. Van Genuchten M.Th., A Closed-form Equation for Predicting the Hydraulic Conductivity of Unsaturated Soils, *Soil Sci. Soc. Am. J.*, **44**, 892-898, 1980.
10. Sadeghzadeh K. and Abbasi F., Application of the RETC Soft-

تخلخل موین می‌شود که این به نوعه خود در این بافت ایجاد مشکل می‌کند. بنابراین، برای برطرف کردن مشکل تهويه‌ای این بافت کاربرد سطوح پایین تر توصیه می‌شود. در شکلهای ۹ تا ۱۱ تغییرات انواع تخلخل در اثر افزودن پلیمرها به خاک ارائه شده است.

نتیجه‌گیری

بطور کلی اثر کاربرد ابر جاذبهای سنگین و پلیمرهای فیزیکی و شیمیایی خاک عبارتند از:

- بهبود ساختار خاک به دلیل افزایش چسبندگی خاکدانها بویژه در بافت‌های سبک،
- افزایش قابل ملاحظه درصد حجمی رطوبت سیر شده و رطوبت باقی مانده خاک و درصد رطوبت حجمی در هر مکش از منحنی مشخصه خاک،
- خاصیت آزادسازی رطوبت در مکشهای کم بویژه در بافت‌های سنگین،
- افزایش ظرفیت نگهداشت آب در مکشهای زیاد در بافت‌های سبک،
- کاهش هدر رفت و تبخیر آب از سطح خاکهای سنگین به دلیل افزایش رسانندگی هیدرولیکی آب و خاصیت موینگی، که متعاقب آن از شور شدن سطح خاک جلوگیری به عمل می‌آید.

- ware in Analysis of Soil Water Characteristic Curve and Soil Hydraulic Properties, *Proceedings of Technical Papers in Agricultural Engineering*, Tehran, Iran, 19-34, 1998.
11. Schaap M.G., Leij F.J. and Van Genuchten M.Th., Neural Network Analysis for Hierarchical Prediction of Soil Water Retention and Saturated Hydraulic Conductivity, *Soil Sci. Soc. Am. J.*, **62**, 847-855, 1998.
 12. Schaap M.G. and Bouten W., Modeling Water Retention Curves of Sandy Soils Using Neural Networks, *Water Resour. Res.*, **32**, 3033-3040, 1996.
 13. Williams R.D., Ahuja L.R. and Naney J.W., Comparison of Methods to Estimate Soil Water Characteristics from Limited Texture, Bulk Density, and Limited Data, *J. Soil Sci.*, **153**, 172-184, 1992.
 14. Arya L.M. and Paris J.F., A Physicoempirical Model to Predict the Soil Moisture Characteristic from Particle Size Distribution and Bulk Density Data, *Soil Sci. Soc. Am. J.*, **45**, 1023-1030, 1981.
 15. Rawls W.J., Gish T.J. and Brakensiek D.L., Estimation Soil Water Retention from Soil Physical Properties and Characteristics, *Adv. Soil Sci.*, **16**, 213-234, 1991.
 16. Saxton K.E., Rawls W.J. Romberger J.S. and Papendick R.I., Estimating Generalized Soil-Water Characteristics from Texture, *Soil Sci. Soc. Am. J.*, **50**, 1031-1036, 1986.
 17. Tietje O. and Tapkenhinrichs M., Evaluation of Pedo-transfer Functions, *Soil Sci. Soc. Am. J.*, **57**, 1088-1095, 1993.
 18. Alizadeh A., *Water, Soil and Plant Relationship*, 1st ed., University of Imam Reza, Mashhad, Iran, 353, 1999.
 19. Bybordi M., *Soil Physics*, 6th ed., University of Tehran, Tehran, Iran, 1672, 1992.
 20. Barzegari A.A., *Advanced Soil Physics*, 16th ed., University of Shahid Chamran, Ahwaz, Iran, 235, 2001.