

تولید الیاف پلیمری از آمیخته بطریهای PET بازیافتی و PP

Polymer Fibers Production from Blend of Recycled PET Bottles and PP

شیرین شفایی، نادره گلشن ابراهیمی*

تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی پلیمر، صندوق پستی ۱۴۱۱۵/۱۴۳

دریافت: ۸۵/۲/۱۰، پذیرش: ۸۵/۹/۱۴

چکیده

رشد روزافزون مصرف بطریهای PET باعث توسعه روشهای مختلف برای بازیافت این مواد شده است. یکی از روشهای مقرون به صرفه برای این امر بازیافت مکانیکی است. در این پژوهش از طریق بازیافت مکانیکی، آمیخته الیاف PP/PET با درصدی متفاوت PET در دو گروه، دارای PET خالص و بازیافتی، به روش مذاب‌ریسی تولید شده است. خواص آمیخته‌ها با آزمونهای کشش، میکروسکوپی نوری و الکترونی بررسی شد. بر اساس آزمون کشش، استحکام کششی الیاف دارای PET بازیافتی کمتر از الیاف دارای PET خالص است، درحالی که ازدیاد طول تا پارگی آنها مقادیر بیشتری است. طبق تصاویر میکروسکوپ نوری و الکترونی، در هر دو گروه الیاف دارای PET خالص و بازیافتی، در ترکیب درصد میانی عدم انسجام در نمونه‌ها مشاهده می‌شود. به طور کلی نتایج نشان می‌دهد که خواص الیاف دارای PET بازیافتی با الیاف دارای PET خالص قابل رقابت است.

واژه‌های کلیدی

پلی‌اتیلن ترفتالات، بازیافت، پلی‌پروپیلن، مذاب‌ریسی، الیاف آمیخته

مقدمه

ویژه در ظرفها و بطریهای آب و مواد نوشیدنی شده است. استفاده از این پلیمر در سالهای اخیر به عنوان جایگزین شیشه و پلی‌وینیل کلرید، افزایش چشمگیری یافته است، به طوری که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۰۶ به ترتیب حدود ۸۰ و ۴۵ درصد از کل ظروف آب و مواد نوشیدنی از این

پلی‌اتیلن ترفتالات (PET) پلاستیک صنعتی مفید و کاربردی است که بعضی از خواص مهم آن عبارتند از: مقاومت در مقابل کربن دی‌اکسید، استحکام کششی زیاد، شفافیت، ماهیت غیرسمی و عدم اثر آن بر طعم مواد غذایی. این موارد باعث کاربرد گسترده آن در صنعت بسته‌بندی مواد به

Key Words

polyethylene terephthalate, recycling, polypropylene, melt spinning, blend fibers

* مؤلف مسئول مکاتبات، پیام‌نگار: ebrahimn@modares.ac.ir

کامپوزیت‌های ریزلیفچه‌ای حاصل از آمیخته PP/PET [۶، ۱۰] و الیاف پیوسته تهیه شده از آمیخته PET خالص و باز یافتی [۱۱] انجام شده است. در این پژوهش، از ضایعات بطریهای مواد نوشیدنی با PP برای تهیه الیاف پیوسته استفاده شده و خواص این محصول با الیاف حاصل از آمیخته‌های دارای PET خالص مقایسه شده است.

تجربی

مواد

پلی پروپیلن مورد استفاده در این پژوهش، محصول شرکت پتروشیمی اراک با نام تجاری V۳۰S و شاخص جریان مذاب برابر با ۱۵ g/۱۰min و پلی اتیلن ترفتالات مصرفی محصول شرکت Sabic عربستان از نوع بطری با گرانشی ذاتی ۰/۸۲-۰/۸۵ است. پلی اتیلن ترفتالات باز یافتی با دمای ذوب 248°C از بطریهای نوشابه شرکت زمزم تهیه و با آسیاب به چیپس تبدیل شد. همچنین، برای جلوگیری از تخریب مواد حین ریسندهی، ایرگانوکس نوع B_{۲۱۵} ساخت شرکت Ciba به مواد پلیمری اضافه شده است.

دستگاهها و روشها

در این پژوهش، برای تهیه الیاف از آمیخته‌ها، دستگاه آزمایشگاهی مذاب رسی بکار گرفته شد. این دستگاه شامل اکسترودر افقی با L/D برابر ۳۰ است که در ارتفاع دو متری تعبیه شده است. ماریچ اکسترودر دارای طراحی خاصی است به نحوی که با کاهش عمق و ایجاد برش زیاد می‌توان اختلاط مناسبی که لازمه تهیه آمیخته‌های پلیمری است، ایجاد کرد. با توجه به ماهیت PET، امکان تهیه لیف از دانه‌های نوع بطری با دستگاه یاد شده میسر نشد. بنابراین، این مواد پس از پودر شدن با آسیاب، مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور جلوگیری از آثار تخریبی آبکافت که به علت رطوبت ایجاد می‌شود، چیپسهای PET باز یافتی به مدت ۶ h در دمای 130°C و پودرهای PET خالص به مدت ۲۴ h در دمای 110°C

جدول ۱ ترکیب درصد PET در آمیخته‌های PP/PET.


آمیخته	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
PET خالص	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	-	-	-	-	-
PET باز یافتی	-	-	-	-	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰

پلیمر ساخته شود. اگرچه محصولات پلی اتیلن ترفتالات آسیبهای مستقیمی به طبیعت وارد نمی‌کنند، ولی افزایش مصرف آنها باعث وجود بیشتر PET در ضایعات شهرداری شده است. به همین دلیل، امروزه بازیافت این مواد به منظور حفظ محیط زیست و مزایای اقتصادی، اهمیت زیادی دارد [۱]. زیرا، بازیافت این محصولات ضمن حذف ضایعات پلاستیکی، تنها به ۳۰ درصد از انرژی لازم برای تولید رزین جدید در شرایط مشابه نیاز دارد [۲]. فرایندهای بازیافت ضایعات پلاستیکی شامل روشهای مکانیکی، شیمیایی و بازیافت انرژی است. امروزه به دلایل اقتصادی و جلوگیری از ایجاد مواد سمی، روش بازیافت مکانیکی ترجیح داده می‌شود. محصولاتی که از بازیافت مکانیکی بطریهای PET تهیه می‌شوند، اگرچه به دلیل مسائل بهداشتی برای کاربردهایی که در تماس با مواد غذایی هستند بکار نمی‌روند، اما در تولید محصولاتی مانند فیلمها، قطعات قالبگیری تزریقی، پارچه و الیاف کاربرد دارند [۳]. البته به دلیل امکان کاهش خواص در اثر فرایند کردن دوباره، PET باز یافتی برای تولید محصولاتی مانند الیاف استفاده می‌شود که نسبت به کالاهای اساسی نیاز به تجهیزات کمتری دارند [۴]. از طرف دیگر، به دلیل اینکه هزینه تولید و خواص محصولات تهیه شده از مواد بازیافتی با محصولات تولیدی از مواد خالص قابل مقایسه نیست، در صنعت بازیافت روش آمیخته‌سازی ضایعات با پلیمرهای خالص، که از لحاظ اقتصادی روشی مفید است، مورد استفاده قرار می‌گیرد [۵]. برای تولید الیاف نیز می‌توان از آمیخته ضایعات بطریهای PET، همراه با پلی اولفینها یا پلی استر خالص استفاده کرد. شایان ذکر است، اگرچه آمیخته‌سازی پلی اولفینها با پلاستیکهای مهندسی روشی اساسی برای بهبود خواص مکانیکی پلیمرهاست، ولی در اکثر موارد آمیخته دو پلیمر از نظر ترمودینامیکی امتزاج ناپذیرند. این امتزاج ناپذیری و ناسازگاری، خواص این مواد را کاهش می‌دهد [۶]. اما، به علت ماهیت قابل تغییر فاز پراکنده در آمیخته‌های امتزاج ناپذیر، شکل‌شناسی متفاوتی در طول فرایندهای درجا در این آمیخته‌ها ایجاد می‌شود که بعضی از آنها منجر به بهبود خواص آمیخته می‌شود [۷]. پژوهشها نشان می‌دهند که پلی پروپیلن (PP) و پلی اتیلن ترفتالات از جمله پلیمرهایی هستند که ضمن قابلیت لیف شدن، متبلور می‌شوند و در اثر اختلاط شدید رشته‌هایی با آرایش یافتگی زیاد و خواص مطلوب تولید می‌کنند. البته شکل و اندازه فاز پراکنده به وسیله پارامترهای کششهای عمودی و برشی و خواص رئولوژیکی آمیخته پلیمری طی فرایند مذاب رسی قابل کنترل است [۸].


پژوهشهای در زمینه الیاف کوتاه تهیه شده از PET باز یافتی [۲، ۹]



(ب)

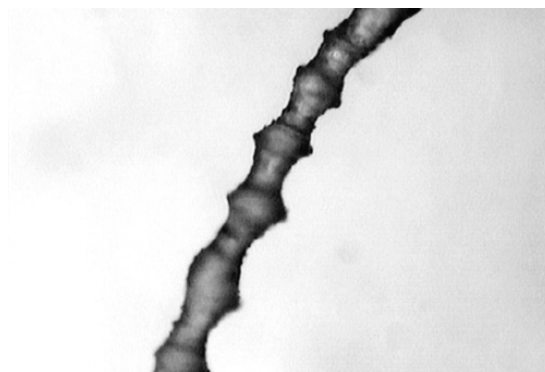

(الف)

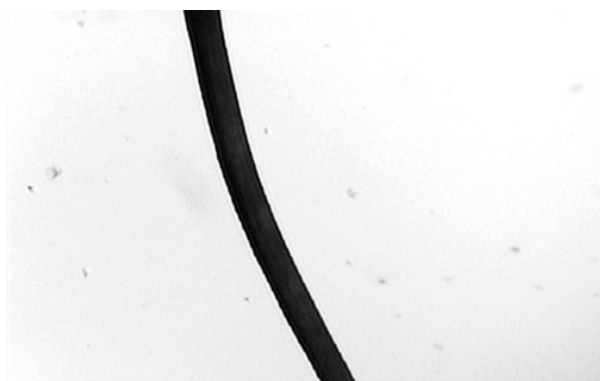

(د)



(ج)

شکل ۱ تصویر میکروسکوپ نوری از سطح طولی لیف آمیخته دارای مقادیر مختلف PET خالص: (الف) ۱۰ درصد وزنی، (ب) ۲۰ درصد وزنی، (ج) ۳۰ درصد وزنی و (د) ۴۰ درصد وزنی.


میکروسکوپ الکترون پویشی (SEM) مدل Philips XL۳۰ ساخت هلند استفاده شد. برای بررسی ریزساختار الیاف با میکروسکوپ نوری، پس از جداسازی فاز پیوسته PP به وسیله زایلن جوشان، تصاویری از نمونه‌ها تهیه شد [۶، ۱۴، ۱۵]. برای آزمونهای کشش، دستگاه Instron مدل TM-SM ساخت آلمان بکار گرفته شد. اندازه‌گیری شاخص جریان مذاب مواد، به وسیله دستگاه Plastometer مدل ۲۰۰۰ ساخت داخل انجام شد.

نتایج و بحث

مطالعات میکروسکوپ نوری

برای بررسی شکل‌شناسی آمیخته، پس از جداسازی فاز پیوسته PP از

درون گرمخانه خلأ قرار گرفتند [۱۲، ۱۳]. سپس، پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات در دو گروه آمیخته‌های خالص و بازیافتی (جدول ۱) همراه با پایدارکننده که مقدار آن برای تمام نمونه‌ها ۰/۵ phr بوده است، مخلوط و وارد اکسترودر شدند. سرعت پیچ برای تمام نمونه‌ها ۱۱ rpm و دمای نواحی گرمایی از قیف تا حدیده برای نمونه‌های دارای پلی اتیلن ترفتالات خالص به ترتیب ۲۱۰، ۲۴۰، ۲۵۵ و ۲۱۰°C و برای نمونه‌های دارای پلی اتیلن ترفتالات بازیافتی ۲۱۰، ۲۴۰ و ۲۴۵°C انتخاب شد. امکان تهیه آمیخته الیاف دارای ۵۰ درصد وزنی PET خالص نبود. همچنین، به علت عدم امکان تولید پیوسته لیف دارای ۵۰ درصد وزنی PET بازیافتی، مقادیر کمی از این نمونه، برای آزمونهای مختلف تهیه شد. سرعت دستگاه جمع‌کننده الیاف روی بوبین ۱۶۰ m/min تنظیم شد. به منظور بررسی ریزساختار و شکل‌شناسی آمیخته‌ها از میکروسکوپ نوری (OM) مدل BM۲۲L ساخت داخل و همچنین

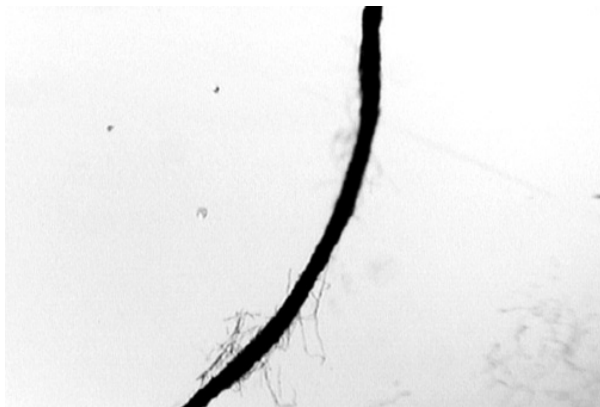

(ج)




(د)



(ه)

شکل ۲ تصویر میکروسکوپ نوری از سطح طولی لیف آمیخته دارای مقادیر مختلف PET بازیافتی: (الف) ۱۰ درصد وزنی و (ب) ۲۰ درصد وزنی، (ج) ۳۰ درصد وزنی، (د) ۴۰ درصد وزنی و (ه) ۵۰ درصد وزنی.

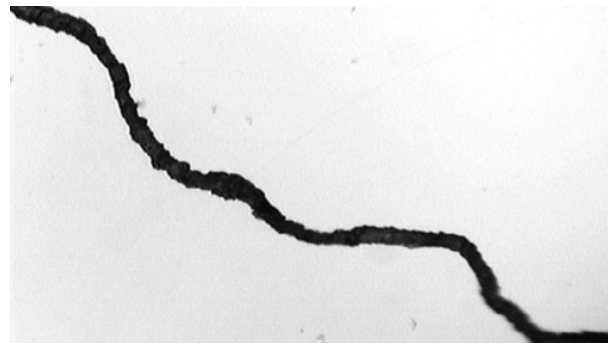

(الف)



(ب)

یک تک لیف، تصاویری با بزرگنمایی ۱۶۰ از نمونه‌ها تهیه شد که در شکل‌های ۱ و ۲ آورده شده‌اند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در نمونه‌های دارای PET خالص، با افزایش مقدار PET تا ۳۰ درصد وزنی، نمونه‌ها به کمترین مقدار انسجام می‌رسند. نتایج حاصل از پژوهش‌های انجام شده که وجود لیفچه‌هایی با نسبت منظر زیاد را در ۴۰ درصد وزنی از PET نشان می‌دهد، مؤید این مطلب است [۶]. با افزودن مقادیر بیشتر PET، لیف مجدداً انسجام و یکنواختی را بدست آورده است. بنابراین، به نظر می‌رسد که در ترکیب درصد میانی از PET، شکل‌شناسی لیف به دلیل ناسازگاری دو جزء آمیخته، تغییر کرده است.

در نمونه‌های دارای PET بازیافتی (شکل ۲) نیز با افزایش مقدار PET، ابتدا انسجام نمونه‌ها از بین رفته به طوری که ریزساختار نمونه‌ها در شکل ۲ (د) به لیفچه‌های PET با نسبت منظر زیاد تبدیل شده است. با توجه به ضخیم شدن این رشته‌ها در ترکیب درصد وزنی ۵۰ از PET، به نظر می‌رسد که انسجام لیف مجدداً تا حدودی تأمین شده است. علت این مسئله همان‌طور که ذکر شد، ناسازگاری دو جزء آمیخته است که باعث تغییر ساختار لیف و خواص آمیخته شده است [۱۴].


پراکنده انجام می‌شود [۸]. به همین علت در آمیخته‌های دارای PET بازیافتی نسبت به آمیخته‌های دارای PET خالص تا درصدهای بیشتری از این ماده، انسجام لیف حفظ شده است.

نکته قابل توجه دیگر، قرار گرفتن فاز PP در دیواره لیف، در هر دو گروه نمونه‌های حاوی PET خالص و بازیافتی است. زیرا، با جداسازی PP در نمونه‌های دارای درصدهای بیشتر از آن، دیواره لیف کاملاً از بین رفته است. با افزایش مقدار PET و در نتیجه کاهش درصد PP، دیواره لیف منسجم‌تر شده است (مقیاسه شکل‌های ۱ (الف) و (د)). علت آن است که با جریان یافتن آمیخته ناسازگار دارای اجزایی با گرانشی متفاوت در یک مسیر استوانه‌ای، جزء دارای گرانشی کمتر در دیواره و جزء دارای گرانشی بیشتر در مرکز قرار می‌گیرند [۱۵].

خواص مکانیکی


استحکام کششی

الیاف دارای PET خالص: استحکام کششی آمیخته‌های مذاب ریسی شده دارای PET خالص در شکل ۳ آورده شده است. لازم به ذکر است که اعداد مربوط به استحکام کششی، حاصل محاسبه حداکثر نیرو بر چگالی خطی الیاف است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، با ازدیاد درصد وزنی PET در آمیخته، استحکام کششی الیاف ابتدا کاهش، سپس افزایش می‌یابد. اگرچه انتظار می‌رود با ازدیاد درصد وزنی PET، استحکام کششی آمیخته افزایش یابد، اما به طور کلی خواص آمیخته‌های ناسازگار یا نسبتاً سازگار، اغلب از متوسط خواص پلیمرهای خالص کمتر است. این مسئله در مورد آمیخته‌های PP/PET نیز صادق است [۱۴]. همان‌طور که در شکل ۳ مشاهده می‌شود، کمترین مقدار استحکام

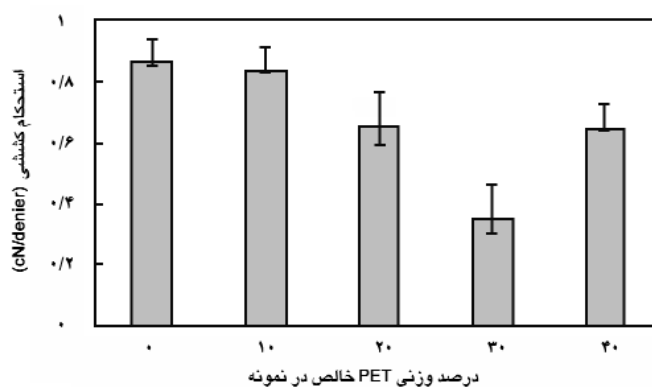


شکل ۳ استحکام کششی الیاف آمیخته دارای PET خالص.

با مقایسه تصاویر میکروسکوپ نوری نمونه‌های دارای PET خالص و بازیافتی می‌توان نتیجه گرفت که در هر دو گروه، با افزایش مقدار PET انسجام لیف ابتدا از بین رفته، سپس مجدداً بهبود یافته است. تفاوت عمده بین این دو لیف، تغییر ریزساختار در ترکیب درصدهای کمتر از PET خالص نسبت به PET بازیافتی است. علت این مسئله کاهش جرم مولکولی PET بازیافتی در اثر فرایندهای گرمایی است که باعث کاهش گرانشی آن می‌شود [۱۰، ۱۱، ۱۶]. شاخص جریان مذاب PET خالص و بازیافتی که به ترتیب ۷/۲ و ۹/۷۵ g/۱۰min است، مؤید این مطلب است. با توجه به اینکه شاخص جریان مذاب PP معادل ۱۵ g/۱۰ min است، کاهش گرانشی PET بازیافتی باعث می‌شود که در محدوده شدت برشهای بکار رفته، نسبت گرانشی دو جزء آمیخته به یک نزدیک شود. نتایج پژوهشها نشان می‌دهد که در آمیخته‌های پلیمری با نزدیک شدن نسبت گرانشی به سمت یک، پخش مناسب و یکنواخت‌تری از فاز

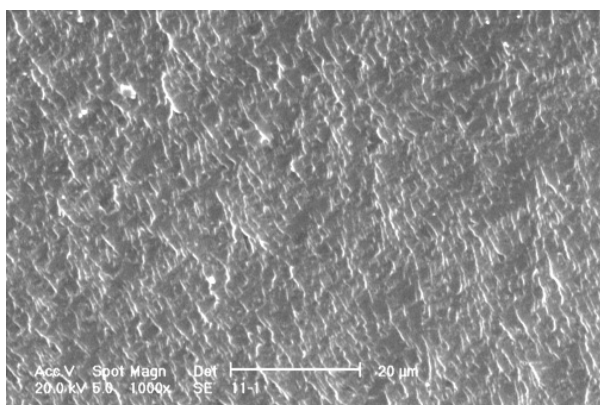


(ب)

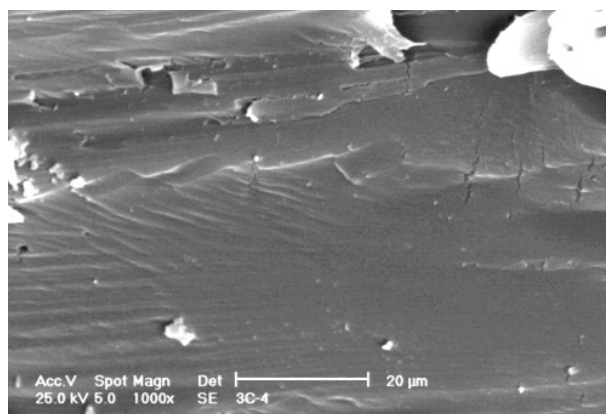


(الف)

شکل ۴ تصاویر SEM از سطح شکست لیف آمیخته دارای مقادیر مختلف PET خالص: (الف) ۱۰ درصد وزنی و (ب) ۴۰ درصد وزنی.

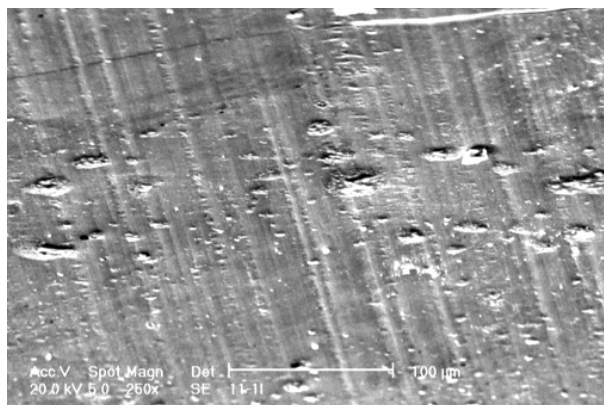

(ب)

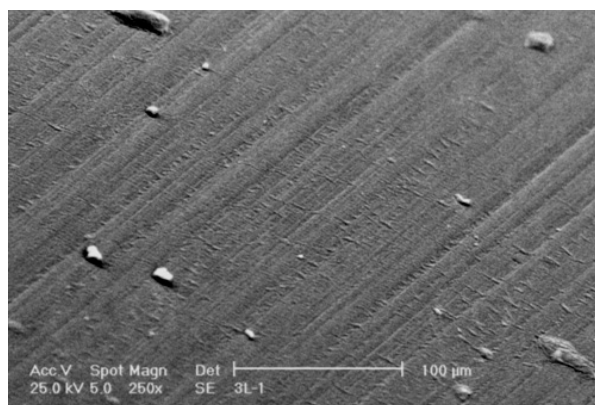

(الف)

شکل ۵ تصاویر SEM از سطح طولی لیف آمیخته دارای مقادیر مختلف PET خالص: (الف) ۱۰ درصد وزنی و (ب) ۴۰ درصد وزنی.


PET در آمیخته استحکام کششی الیاف ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.

علت این امر تغییر شکل‌شناسی لیف است [۶]. زیرا، طبق تصاویر میکروسکوپ نوری در ۴۰ درصد وزنی PET بازیافتی انسجام لیف از بین رفته و در مقادیر کمتر و بیشتر از این مقدار یکنواختی بیشتری در لیف مشاهده می‌شود. در این الیاف نیز، بیشترین مقدار استحکام کششی مربوط به نمونه دارای ۱۰ درصد وزنی PET است. این امر با توجه به تصاویر SEM قابل توجیه است. در این تصاویر، سطوح شکست نمونه‌های دارای ۱۰ و ۴۰ درصد وزنی PET بازیافتی (شکل ۷) بیانگر برهمکنش، سازگاری و اختلاط نسبتاً مناسبتر بین دو جزء آمیخته در نمونه (۹۰/۱۰) PP/PET است. این درحالی است که در نمونه دارای ۴۰ درصد وزنی PET بازیافتی، وجود بریدگیها در سطح شکست،


کششی الیاف متعلق به نمونه دارای ۳۰ درصد وزنی PET است. این امر به دلیل تغییر شکل‌شناسی لیف در این درصد وزنی است. در پژوهشهای انجام شده [۶، ۸، ۱۷] خواص مکانیکی لیف با توجه به ریزساختار تبیین شده است. مسئله قابل توجه دیگر این است که اگرچه با ازدیاد مقدار PET تا ۴۰ درصد وزنی، استحکام کششی افزایش یافته است، اما بیشترین مقدار استحکام کششی آمیخته‌ها مربوط به نمونه دارای ۱۰ درصد وزنی PET است. با توجه به نتایج SEM سطوح شکست نمونه‌های حاوی ۱۰ و ۴۰ درصد وزنی PET خالص (شکل ۴) می‌توان نتیجه گرفت که در نمونه (۹۰/۱۰) PP/PET بر اثر اختلاط مناسبتر، چسبندگی دو فاز نسبت به نمونه دارای ۴۰ درصد وزنی PET افزایش یافته است. این امر باعث می‌شود که در نمونه با ۱۰ درصد وزنی PET، نیرو بهتر بتواند از روی ذرات PET عبور کند. در نتیجه، تمرکز تنش کاهش و استحکام کششی افزایش می‌یابد [۱۷، ۱۸].

تصاویر SEM سطوح طولی الیاف دارای ۱۰ و ۴۰ درصد وزنی از PET خالص (شکل ۵) نشان دهنده یکنواخت‌تر بودن سطح نمونه دارای ۱۰ درصد وزنی از PET خالص است. همچنین، در این نمونه به علت چسبندگی و در هم فرورفتگی زیاد دو فاز، دو پلیمر به خوبی در جهت کشش آرایش یافته‌اند. این در حالی است که وجود برخی برآمدگیها در سطح لیف (۶۰/۴۰) PP/PET یکنواختی، چسبندگی و در هم فرورفتگی کمتر اجزای آن را تأیید می‌کند.


الیاف دارای PET بازیافتی: استحکام کششی آمیخته‌های مذاب ریسی شده دارای PET بازیافتی در شکل ۶ آورده شده است. این اعداد حاصل حداکثر نیرو بر چگالی خطی الیاف است. همان طور که ملاحظه می‌شود، مشابه الیاف آمیخته دارای PET خالص، با ازدیاد درصد وزنی

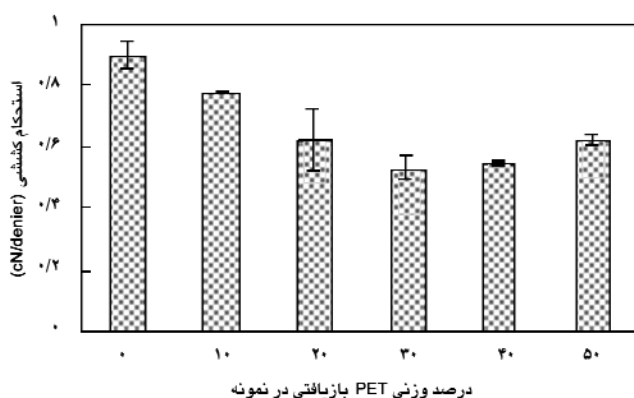

شکل ۶ استحکام کششی الیاف آمیخته دارای PET بازیافتی.

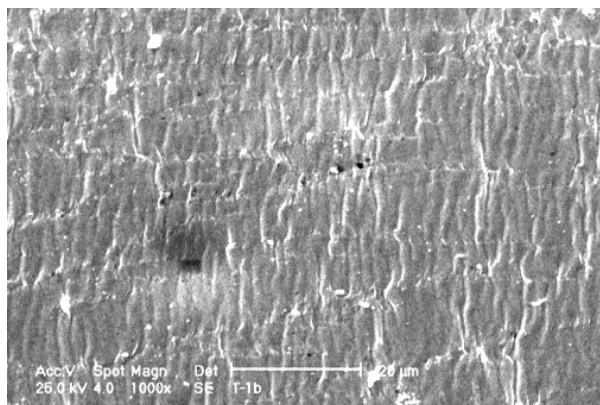

(ب)

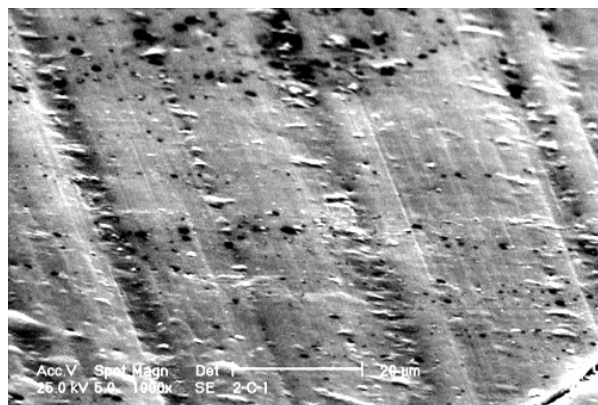


(الف)


شکل ۷ تصاویر SEM از سطح شکست لیف آمیخته دارای مقادیر مختلف PET بازيافتي: (الف) ۱۰ درصد وزني و (ب) ۴۰ درصد وزني.

کمیت برای هر دو نوع نمونه در شکل ۹ آورده شده است. همان طور که ملاحظه می شود استحکام کششی الیاف آمیخته شامل PET خالص در همه ترکیب درصدها، به جز نمونه دارای ۳۰ درصد وزني PET خالص، از الیاف آمیخته شامل PET بازيافتي بیشتر است. علت این مسئله، شکست زنجیره های PET بازيافتي طی فرایندهای گرمایی و مکانیکی است، که باعث کاهش استحکام کششی PET بازيافتي و در نهایت کاهش استحکام نمونه می شود [۱۰]. علت کاهش استحکام کششی الیاف دارای ۳۰ درصد وزني PET خالص، ناسازگاری آمیخته و تغییر شکل شناسی لیف در این ترکیب درصد است. اگرچه این تغییر شکل شناسی در نمونه های دارای PET بازيافتي نیز رخ می دهد، ولی به علت نزدیک شدن نسبت گرانه رويها به عدد یک در این گروه، چسبندگی دو فاز بیشتر می شود و اثر تغییر شکل شناسی کاهش می یابد.

نشان دهنده چسبندگی کمتر دو فاز و وجود نقاط ضعیف در سطح شکست نمونه است. این تمایز در ریز ساختار دو آمیخته باعث افزایش استحکام کششی نمونه با ۱۰ درصد وزني PET بازيافتي می شود. در پژوهشهای انجام شده [۱۸] نیز تبیین خواص مکانیکی نمونه دارای ۳۰ درصد وزني PET بازيافتي با توجه به تصاویر میکروسکوپی انجام شده است. تصاویر SEM سطوح طولی الیاف دارای PET بازيافتي (شکل ۸) نشان دهنده آن است که الیاف یاد شده نسبت به الیاف دارای PET خالص، ضمن چسبندگی مناسب تر، در جهت کشش آرایش یافتگی مطلوب تری دارد. علت این مسئله کاهش گرانه روي در نمونه های دارای PET بازيافتي است که باعث سهولت ریسندگی و یکنواختی بیشتر الیاف می شود. مقایسه الیاف دارای PET خالص و بازيافتي: به منظور مقایسه استحکام کششی الیاف آمیخته دارای PET خالص و PET بازيافتي، مقادیر این

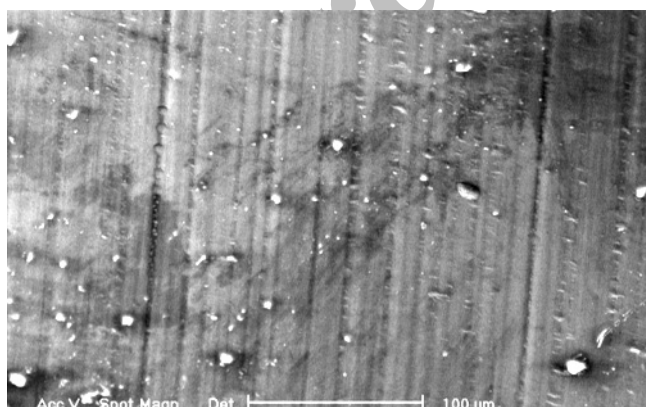

(ب)

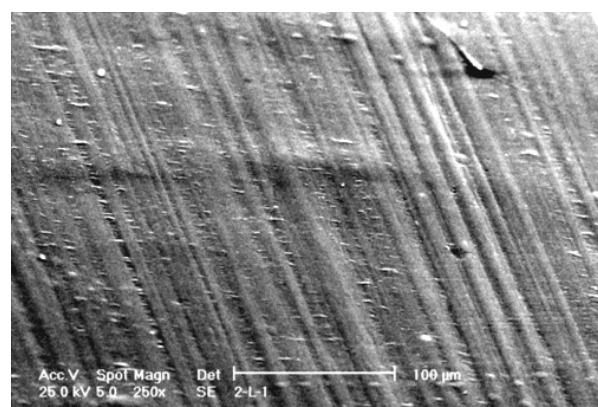

(الف)

شکل ۸ تصاویر SEM از سطح طولی لیف آمیخته دارای مقادیر مختلف PET بازيافتي: (الف) ۱۰ درصد وزني و (ب) ۴۰ درصد وزني.

(ب) و ۴ (ب)) است. بنابراین، درالیاف یاد شده تخریب عامل مؤثر بر مقدار ازدیاد طول تا پارگی است. در سایر الیاف اگرچه به دلیل افزایش مقدار PET، مقدار تخریب PP کاهش بیشتری می‌یابد، اما با توجه به تصاویر میکروسکوپ نوری به نظر می‌رسد در این نمونه‌ها چسبندگی ضعیف بین اجزا نسبت به جذب گرمای آمیخته به وسیله PET عامل مؤثرتری بوده است.


نکته قابل توجه دیگر، این که الیاف دارای PET خالص و باز یافتی از نظر ازدیاد طول تا پارگی روند مشابهی را نشان می‌دهند، ولی در تمام ترکیب درصدها، نمونه‌های دارای PET باز یافتی، ازدیاد طول تا پارگی بیشتری نسبت به نمونه‌های دارای PET خالص دارند. علت این امر کاهش گرانیروی PET باز یافتی به دلیل فرایندهای گرمایی و مکانیکی است که باعث نزدیک شدن نسبت گرانیویها به عدد یک می‌شود. این امر اثر بسزایی در افزایش ازدیاد طول دارد [۱۹].

نمره الیاف

خواص آمیخته بشدت به سازگاری اجزای آن وابسته است. به طوری که در آمیخته PP/PET خواص در یک ترکیب درصد میانی به حداقل مقدار می‌رسد [۱۴].

نمره الیاف دارای PET خالص و باز یافتی در شکل ۱۱ آورده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در هر دو گروه نمره الیاف، با افزایش ترکیب درصد PET از یک مقدار حداقل عبور می‌کند. این مسئله به دلیل ناسازگاری دو جزء آمیخته است [۱۴].

نکته قابل توجه دیگر این است که در تمام ترکیب درصدها الیاف دارای PET باز یافتی نسبت به PET خالص، نمره بیشتری دارند. این مسئله می‌تواند به علت کاهش دمای نواحی گرمایی در مورد الیاف دارای PET باز یافتی باشد.

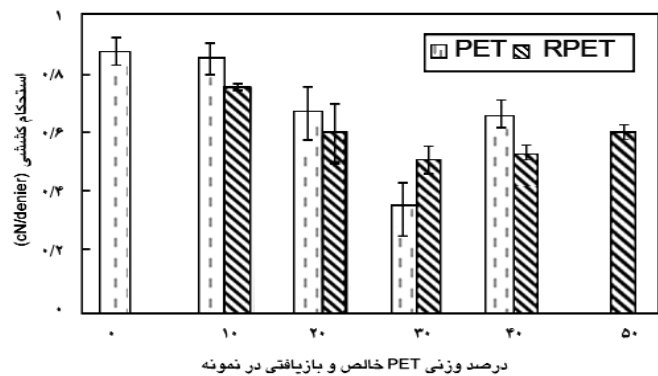


شکل ۹ مقادیر استحکام کششی الیاف آمیخته دارای PET خالص و باز یافتی.


ازدیاد طول تا پارگی

مقادیر ازدیاد طول تا پارگی نمونه‌های دارای PET خالص و باز یافتی در شکل ۱۰ آورده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در هر دو مورد ابتدا مقدار ازدیاد طول در نمونه با ۱۰ درصد وزنی PET نسبت به PP خالص افزایش یافته، سپس با وجود افزایش PET تا ۳۰ درصد، ازدیاد طول نمونه‌ها کاهش یافته است. البته با افزایش مقدار PET تا ۴۰ درصد وزنی، مجدداً ازدیاد طول تا پارگی در نمونه افزایش یافته است. علت این امر تغییر شکل شناسی است.

چسبندگی و تخریب از عوامل مؤثر بر ازدیاد طول تا پارگی در الیاف آمیخته است. تخریب اندکی در فاز PP آمیخته PP/PET مشاهده می‌شود که با افزایش مقدار PET در آمیخته مقدار تخریب کاهش می‌یابد [۸]. طبق تصاویر میکروسکوپ الکترونی، چسبندگی اجزا در نمونه‌های با ۱۰ درصد وزنی PET خالص و باز یافتی (شکلهای ۷ الف) و ۴ الف))، مطلوبتر از نمونه‌های با ۴۰ درصد وزنی PET (شکلهای ۷

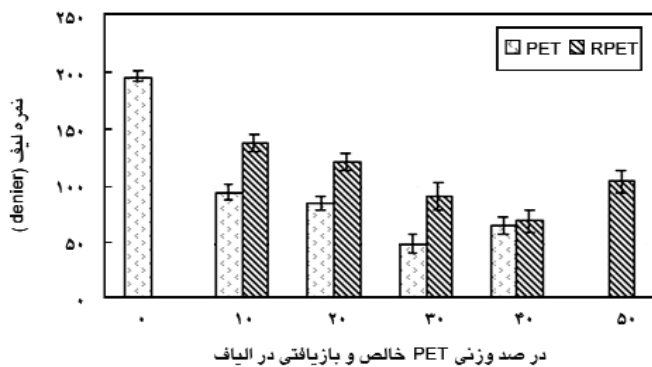

شکل ۱۱ نمره الیاف دارای PET خالص و باز یافتی.

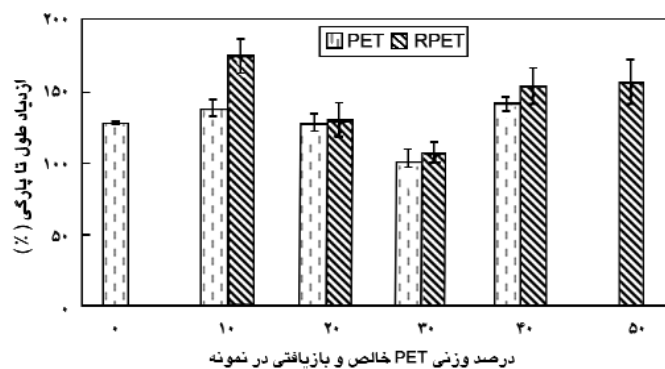

شکل ۱۰ مقادیر ازدیاد طول تا پارگی نمونه‌های دارای PET خالص و باز یافتی.

تعيين نمونه بهينه

با توجه به هدف اين پژوهش که استفاده از حداکثر PET بازيافتي بوده است، نمونه با ۴۰ درصد وزني PET که پس از نمونه (۹۰/۱۰) PP/PET بهترين نتايج کششي را نشان داده است، به عنوان نمونه بهينه در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است که نمونه با ۵۰ درصد وزني PET بازيافتي به علت عدم امکان تهيه پيوسته آن با دستگاه اکسترودر، حذف شد.

نتيجه گيري

خواص مکانيکي الياف آميخته PP/PET به دليل ناسازگاري اجزاي آن، در ترکيب درصد ۳۰ از PET و در هر دو گروه داراي PET خالص و بازيافتي به حداقل مي رسد. با توجه به گرانبوي کمتر PET بازيافتي نسبت به PET خالص، الياف حاوي اين ماده در ترکيب درصدهاي بيشتري نيز انسجام را حفظ مي کنند.

استحکام کششي آميخته هاي PP/PET داراي PET بازيافتي، به علت شکست زنجيرهاي PET حين فرايندهاي گرمائي (توليد بطري) و مکانيکي (مرحله توليد چيپس)، از استحکام کششي نمونه هاي داراي PET خالص کمتر است. البته، فقط نمونه با ۳۰ درصد وزني PET خالص، به دليل تغيير شکل شناسي آن، از اين امر مستثناست. نسبت گرانبوي دو جزء PP و PET بازيافتي، به علت گرانبوي کمتر PET بازيافتي نسبت به PET خالص، به عدد يک نزديکتر شده است. در نتيجه نمونه هاي داراي PET بازيافتي ازدياد طول تا پارگي بيشتري نسبت به نمونه هاي با PET خالص دارند.

در هر دو گروه الياف داراي PET خالص و بازيافتي و در ترکيب درصدهاي کمتر از PET، کاهش مقدار تخریب PP به دليل جذب مقداري از گرمای آميخته به وسيله PET، باعث افزايش ازدياد طول تا پارگي آميخته مي شود. اما، در ترکيب درصدهاي بيشتري از PET چسبندگي کم دو فاز عامل مؤثرترتي بوده که منجر به کاهش ازدياد طول تا پارگي شده است.

مراجع

1. Chiu S.J. and Cheng W.H., Promotional Effect of Copper (II) Chloride on the Thermal Degradation of Poly(ethylene terephthalate), *J. Anal. Appl. Pyrolysis*, **56**, 131-143, 2000
2. Santos P. and Pezzin S.H., Mechanical Properties of Polypropylene Reinforced with Recycled-PET Fibers, *J. Mater. Process. Technol.*, **143-144**, 517-520, 2000.
3. Tsiourvas D., Tsartolia L. and Stassinopoulos A., A New Approach to Reclaimed PET Utilization-Blends of Recycled PET Suitable for Extrusion Blow-molding Technology, *Adv. Polym. Technol.*, **14**, 227-236, 1995.
4. Pegoretti A. and Penati A., Effects of Hygrothermal Aging on the Molar Mass and Thermal Properties of Recycled Poly(ethylene terephthalate) and its Short Glass Fibers Composites, *Polym. Degrad. Stab.*, **86**, 233-243, 2004.
5. Halim S.H. and Atiqullah M., Role of Blending Technology in Polyethylene Recycling, *Rev. Macromol. Chem. Phys.*, **35**, 495-515, 1995.
6. Friedrich K., Evstatiev M., Fakirov S., Evstatiev O., Ishii M. and Harrass M., Microfibrillar Reinforced Composites from PET/PP Blends: Processing, Morphology and Mechanical Properties, *Compos. Sci. Technol.*, **65**, 107-116, 2005.
7. Li Z.M., Yang W., Xie B.H., Yang S.Y., Yang M.B., Feng J.M. and Huang R., Effect of Compatibilization on the Essential Work of Fracture Parameters of In situ Microfiber Reinforced Poly(ethylene terephthalate)/Polyethylene Blend, *Mater. Res. Bull.*, **38**, 1867-1878, 2003.
8. Ebrahimi N.G. and Hasannezhad M., Investigation of the Properties of Produced Blend Fibers from Modified PP with PET, *Iran. J. Polym. Sci. Technol.*, **13**, 13-18, 2000.
9. Silva D.A., Betioli A.M., Gleize P.J.P., Roman H.R., Gomez L.A. and Ribeiro J.L.D., Degradation of Recycled PET Fibers in Portland Cement-based Materials, *Cement and Concrete Res.*, 1-6, 2005.
10. Golmohamadi A., *Investigation of Effective Parameters on Physical Properties of microfibrillar PP/PET Composite*, MSc Thesis, Polymer Engineering Department, Amir Kabir University of Technology, 2004.
11. Ghasemi L., Review on Polyester Bottles and Fibers Recycling Process, Esfahan University of Technology, 2002.
12. Smith D.N., Harrison L.M. and Simmons A.J., A Survey of Schemes in the United Kingdom Collecting Plastic Bottles for Recycling, *Resource Conservation and Recycling*, **25**, 17-34, 1999.

13. Matthews V., Overview of Plastics Recycling in Europe, Plastic, *Rubber Compos. Process. Appl.*, **19**, 197-204, 1993.
14. Spreeuwes H.R. and Wvan der Pol G.M.W., AP-28, A Polymer Blend of Polypropylene and Polyethylene Terephthalate that Offends the Rules, *Plastic. Rubber Process. Appl.*, **11**, 159-166, 1989.
15. Xiao W., Polypropylene/Poly(vinyl acetate) Blend Fiber, *J. Appl. Polym. Sci.*, **52**, 1023-1030, 1994.
16. Fann D.M., Huang S.K. and Lee J.Y., Kinetics and Thermal Crystallinity of Recycled PET., Topographic study on Thermal Crystallinity of the Injection-molded Recycled PET, *J. Appl. Polym. Sci.*, **61**, 261-271, 1996.
17. Wser Y., Leterrier Y. and Manson J., Effect of Inclusions and Blending on the Mechanical Performance of Recycled Multilayer PP/PET/Siox Films, *J. Appl. Polym. Sci.*, **78**, 910-918, 2000.
18. Hasannejad M., *Investigation of Effectiveness Factors on Melt Spinning of Modified Polypropylene with Poly(ethylene terephthalate)*, MSc Thesis, Polymer Engineering Group, Tarbiat Modares University, 1999.
19. Shafaei S. and Ebrahimi N.G., Comparison of Compatibilizer Effect on Blend Fibers Including Virgin and Recycled PET, *Iran. J. Polym. Sci. Technol.*, **20**, 2, 2007 (In Press).

Archive of SID