

اثر امواج فراصوتی کم توان بر رشد استخوان در داخل کanal ایمپلانت تیتانیومی

چکیده

امواج فراصوتی کم توان به عنوان عاملی موثر در بھبود شکستگی استخوان در مطالعات حیوانی و بالینی مطرح می‌باشد. در این پژوهش که به روش تجربی انجام شد، اثر امواج فراصوتی کم توان در شرایط in vivo بر تسریع رشد استخوان داخل ایمپلانت‌های سوراخ دار در خرگوش مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی ۲۰ عدد ایمپلانت با ابعاد موردنظر از جنس Ti-6Al-4V طراحی و ساخته شد و در استخوان ران ۲۰ خرگوش بالغ ماده کاشته شد. خرگوش‌ها در ۴ گروه ۲ تایی (تعداد کلی ۸ عدد) تحت عنوان گروه‌های شاهد، ۱، ۲، ۳ و ۴ هفته و ۴ گروه ۳ تایی (تعداد کلی ۱۲ عدد) به عنوان گروه‌های درمانی ۱، ۲، ۳ و ۴ هفته تقسیم شدند. در گروه درمانی، هر خرگوش پس از جراحی و کاشت ایمپلانت، توسط امواج فراصوتی با فرکانس ۱ مگاهرتز و شدت اسمی ۱/۰ وات بر سانتی‌متر مربع به مدت ۲۰ دقیقه در روز تحت تابش قرار گرفتند. براساس نتایج این پژوهش امواج فراصوتی کم توان بر تسریع رشد استخوان داخل ایمپلانت‌های تیتانیومی موثر بوده و این تاثیر در پایان هفته دوم درمان، بیشترین میزان را داشت به طوری که در این زمان درصد میزان پراکنده‌گی کلسیم $66/4 \pm 1/9$ در گروه درمان در مقایسه با $52/1 \pm 4/2$ در گروه شاهد و درصد میزان پراکنده‌گی فسفر $32/1 \pm 1/1$ در گروه درمان در مقایسه با $22/2 \pm 4/6$ در گروه شاهد بوده است که از نظر آماری این اختلاف معنی‌دار می‌باشد ($P < 0.05$).

دکتر مرتضی تمیزی فر I
دکتر علی‌اکبر شرفی II
بهزاد یثربی III
زهرا صالحپور IV

کلیدواژه‌ها: ۱- امواج فراصوتی کم توان ۲- ایمپلانت تیتانیومی Ti6Al4V ۳- رشد استخوان

مقدمه

امواج را به عنوان عاملی موثر در کاهش زمان بھبودی و ترمیم ناحیه کاشت ایمپلانت انتخاب کرد و مورد آزمایش قرار داد. از سوی دیگر جهت پررسی رشد استخوان می‌توان از ۲ عامل اصلی استفاده کرد که عبارتند از: ۱- مورفو‌لوژی یا شکل ظاهری استخوان-۲- بافت‌شناسی یا مواد تشکیل دهنده استخوان.

یکی از مشکلات عمدی در کاشت ایمپلانت، طولانی بودن زمان بھبودی و ترمیم ناحیه مورد نظر است^(۱) بنابراین پیداکردن عاملی که سبب تسریع بھبود ناحیه جراحی شود، امری مهم به نظر می‌رسد. با توجه به تحقیقات گسترده در زمینه استفاده از امواج فراصوتی در ترمیم و بھبود ناحیه شکستگی استخوان در شرایط in vivo^(۲، ۳)، می‌توان این

این مقاله خلاصه‌ای است از پایان نامه بهزاد یثربی جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد بیومکانیک به راهنمایی دکتر مرتضی تمیزی فر و دکتر علی‌اکبر شرفی سال ۱۳۸۲. همچنین این مقاله در هفتمین کنگره مهندسی پزشکی در تهران سال ۱۳۸۲ ارائه شده است.


۱) استادیار و دکترای مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت، نارمک، تهران، ایران.

۲) دانشیار و دکترای فیزیک پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی ایران. (*مولف مسئول)

۳) کارشناس ارشد بیومکانیک، مریبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

۴) کارشناس مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت، نارمک، تهران، ایران.

محلول Keller جهت ایجاد خلل و فرج روی سطح خارجی ایمپلانت‌ها صورت گرفت و در نهایت هر یک از آن‌ها در ظرف شیشه‌ای مخصوص قرار داده شد و در مرکز تابش گامای سازمان انرژی اتمی استریل گردید.

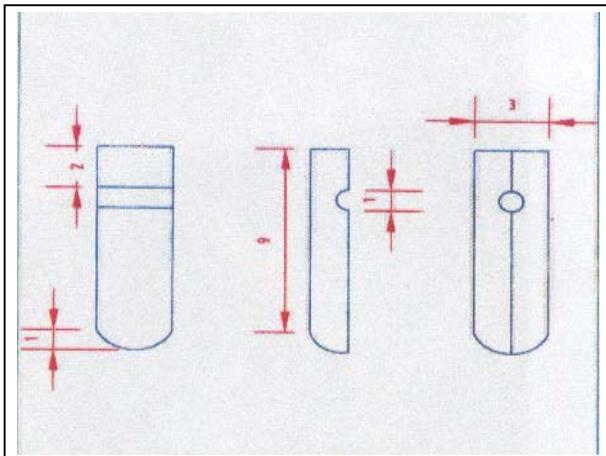

تصویر شماره ۱- ابعاد و شکل نمایی ایمپلانت ۲ تکه‌ای تیتانیومی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

۲- جراحی و کاشت ایمپلانت: در این مرحله از ۲۰ خرگوش بالغ ماده نژاد نیوزیلندی هر یک به وزن تقریبی ۲ کیلوگرم استفاده شد. ابتدا هر خرگوش با تزریق وریدی ۰/۲ میلی‌لیتر از داروی بیهوشی گزیلن ۲٪ و کتامین ۵۰ میلی‌گرم در هر میلی‌لیتر به نسبت ۵ به ۱ بیهوش گردید سپس با رعایت کامل شرایط استریل، ایمپلانت طراحی شده در کanalی که به روش دریل کردن با متره ۳ میلی‌متری مخصوص ایمپلانت در بخش میانی $\frac{3}{3}$ فوکانی و $\frac{1}{3}$ تحتانی استخوان ران ایجاد شده بود، کاشته شد (تصویرهای شماره ۲ و ۳).



تصویر شماره ۲- مرحله کاشت ایمپلانت تیتانیومی در داخل استخوان ران خرگوش


از نظر مورفولوژی می‌توان ابعاد استخوان را که شامل طول، ضخامت، حجم، سالم بودن دیواره و کناره‌های استخوان و تشکیل کال استخوانی پس از شکستگی است، در نظر گرفت. از نظر بافت‌شناسی نیز مواد تشکیل دهنده استخوان از جمله مواد معدنی که به طور عمد شامل کلسیم و فسفر می‌باشد و نیز دانسیته استخوان که نشان‌دهنده مقدار رسوب مواد معدنی به خصوص کلسیم است را می‌توان به عنوان شاخص در نظر گرفت.^(۵) با توجه به مطالع ذکر شده محققان از روش‌های متعددی برای بررسی رشد استخوان و نیز ترمیم ناحیه شکستگی استفاده کرده‌اند که این روش‌ها عبارتند از: استفاده از پرتونگاری، برش‌نگاری کامپیوتربی، سونوگرافی، برش‌نگاری رادیوایزوتوپی تک فوتون (SPECT) که شکل ظاهری استخوان و کال استخوانی تشکیل شده پس از شکستگی به عنوان شاخص بررسی رشد استخوان و ترمیم ناحیه شکستگی انتخاب شده است، استفاده از دانسیتومتری جهت سنجش تراکم استخوان که امروزه یکی از روش‌های مهم در تشخیص بیماری پوکی استخوان است و نیز استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM) و تجزیه و تحلیل اجزای تشکیل دهنده بافت استخوان که به طور عمد عنصر کلسیم را شاخص رشد استخوان در نظر می‌گیرند.^(۶) هدف از این پژوهش بررسی اثر امواج فراصوتی کم‌توان با فرکانس ۱ مگا هرتز و شدت اسمی ۰/۰ وات بر سانتی‌متر مربع بر تسريع رشد استخوان در داخل ایمپلانت‌های تیتانیومی بوده است.

روش بررسی

در این پژوهش که به روش تجربی صورت گرفت، مراحل انجام شده به ترتیب عبارت بودند از:

۱- طراحی، ساخت و استریل کردن ایمپلانت: در این مرحله ۲۰ عدد ایمپلانت آزمایشگاهی از جنس Ti-6Al-4V به قطر خارجی ۳ میلی‌متر با مقاومت 0.05 ± 0.05 و طول ۱۰ میلی‌متر با سوراخی به قطر ۱ میلی‌متر و طول ۳ میلی‌متر در فاصله ۲ میلی‌متری از انتهای سر طراحی و ساخته شد (تصویر شماره ۱). پس از آن عمل اسید- اچ با استفاده از

در مرحله بعد عمل پوشش دهی با طلا تو سط دستگاه Sputter Coating برای نمونه ها انجام گردید و با میکروسکوپ الکترونی (SEM) تصویر سطح کanal هر یک از ایمپلانت ها مورد بررسی قرار گرفت. پس از انتخاب بزرگ نمایی ۲۵۰ برابر، تصویر به ۱۲ ناحیه مساوی تقسیم شد و با تجزیه و تحلیل کیفی و کمی هر یک از نواحی، در نهایت میانگین درصد وزنی پراکندگی کلسیم و فسفر در کanal هر یک از ایمپلانت ها محاسبه گردید.

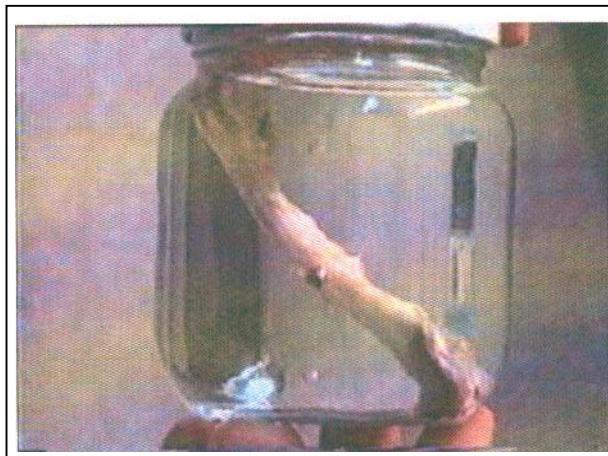

تصویر شماره ۴- استخوان ران خرگوش همراه با ایمپلانت کاشته شده در محلول فرمالین ۱۰٪

نتایج

نتایج حاصل از بررسی هر یک از نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM) در نمودار های شماره ۱ و ۲ آورده شده است. نمودار شماره ۱، مقایسه درصد افزایش کلسیم و نمودار شماره ۲، مقایسه درصد افزایش فسفر در گروه های درمانی و شاهد را در طول هفت های اول، دوم، سوم و چهارم نشان می دهد.

طبق تحلیل آماری نتایج، در پایان هفته اول، درصد میزان پراکندگی کلسیم در گروه درمان 43.0 ± 8.9 و در گروه شاهد 40.6 ± 1.7 و درصد تغییرات نسبی پراکندگی کلسیم $5.9 / 9$ بوده است. همچنین درصد میزان پراکندگی فسفر در گروه درمان 7.3 ± 1.5 و در گروه شاهد 6.8 ± 1.0 و درصد تغییرات نسبی پراکندگی فسفر $7.3 / 3$ به دست آمد که در مورد هر دو عنصر، بین میانگین متغیر درمان و شاهد اختلاف معنی داری وجود نداشت ($P_{\text{P}} = 0.05$, $P_{\text{C}} = 0.39$). در




تصویر شماره ۳- ایمپلانت تیتانیومی کاشته شده در داخل استخوان ران خرگوش پس از جداسازی بافت از استخوان

۳- مرحله نگه داری و مراقبت از خرگوش ها: بعد از عمل جراحی هر یک از خرگوش ها در قفس های استاندارد و در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد نگه داری شدند^(۷) و در هفته اول بعد از جراحی برای هر یک از آن ها روزانه $25 / ۰$ میلی گرم در میلی لیتر پنی سیلین $5 / ۰۰۰ / ۰۰۰$ واحد حیوانی تزریق گردید.

۴- مرحله درمان: در این مرحله خرگوش ها براساس مدت زمان ۱، ۲، ۳ و ۴ هفته درمان، به ۴ گروه تقسیم شدند که در هر گروه ۲ خرگوش به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند و ۳ خرگوش تحت درمان قرار گرفتند. قبل از انجام شدن درمان، دستگاه سونو تراپی با سیستم کالیبراسیون براساس نیروی تابشی (Radiation Force) کالیبره شد^(۸) سپس مرحله درمان با امواج فرا صوتی پالسی با پهنه ای پالس ۲۰۰ میکرو ثانیه، فرکانس تکرار پالس ۱ کیلو هرتز، شدت اسمی ۱۱۰ وات بر سانتی متر مربع، فرکانس ۱ مگاهرتز و زمان تابشی روزانه ۲۰ دقیقه انجام گردید.

۵- مرحله مطالعه با میکروسکوپ الکترونی (SEM): ابتدا هر یک از ایمپلانت ها که پس از خارج کردن استخوان از پای حیوان در محلول فرمالین ۱۰٪ نگه داری می شد جهت عمل ثابت کردن نهایی در رزین تهیه شده از 10 میلی لیتر مخلوط 50 میلی لیتر متیل متاکریلات و 1 گرانول Calcium Chloride Anhydrous با 2 گرم بنزوئیل پراکسید قرار داده شد (تصویر شماره ۴).

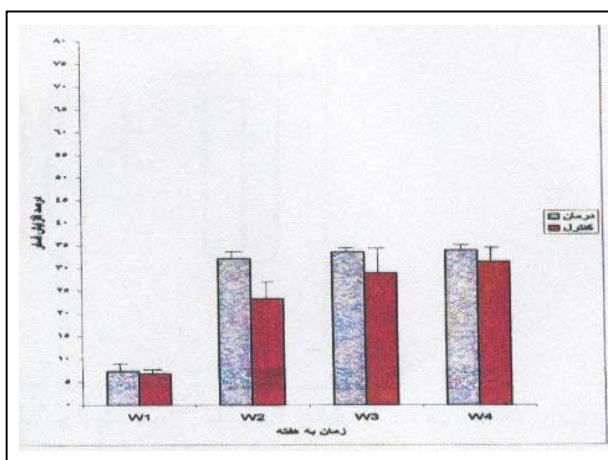


نمودار شماره ۲ - مقایسه سنتونی افزایش میزان فسفر(P) در گروه‌های درمانی و شاهد در طول ۴ هفته براساس نتایج تجزیه و تحلیل کمی و کیفی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM/EDS)

بحث

در این تحقیق جهت تعیین رشد استخوان، از میزان پراکندگی عناصر کلسیم و فسفر در بافت استخوانی استفاده شد و نتایج به دست آمده بیان کننده اثر مثبت امواج فراصوتی با فرکانس ۱ مگاهرتز و شدت اسمی ۱/۰ وات بر سانتی متر مربع روی رشد بافت استخوانی در داخل و اطراف ایمپلانت‌های تیتانیومی بود. با وجود آن که امواج فراصوتی رشد استخوانی را در کل دوران مطالعه افزایش داده بود این افزایش در هفته دوم بیشترین میزان را داشت. اثر سریع تحریک بافت استخوانی با امواج فراصوتی روی ناحیه شکستگی ایجاد شده به روش استئوتومی در شفت تیبیا و خرگوش، جهت ترمیم استخوان شکسته، توسط Duarte و همکاران گزارش شده است^(۷) و این محققان بیشترین اثر را در روزهای ۱۰ تا ۱۲ درمان مشاهده کردند. اثر تحریکی امواج فراصوتی روی فیبولا نیز توسط Pill و همکاران گزارش شده است. این گروه بیشترین اثر را در روزهای ۱۴ تا ۲۳ درمان مشاهده کردند.^(۸)

فرایند دقیق اثر امواج فراصوتی با شدت کم در تسریع رشد استخوان هنوز به طور کامل مشخص نشده است اما به نظر می‌رسد که با عبور امواج از یک محیط(بافت) گرما تولید می‌شود که این گرمای ایجاد شده ممکن است در بافت سبب بهتر شدن کاتابولیسم و متابولیسم

پایان هفته دوم، درصد میزان پراکندگی کلسیم در گروه درمان ۱/۹ 4 ± 1 و در گروه شاهد $2/1\pm 4$ و درصد تغییرات نسبی پراکندگی کلسیم $27/4$ و درصد میزان پراکندگی فسفر در گروه درمان $1/1\pm 1$ و در گروه شاهد $6/6\pm 2$ و درصد تغییرات نسبی پراکندگی فسفر $38/4$ بود که در مورد هر دو عنصر، بین میانگین متغیر درمان و شاهد اختلاف معنی‌داری وجود داشت($P=0/05$). در پایان هفته سوم، درصد میزان پراکندگی کلسیم در گروه درمان $8/8\pm 0/9$ و در گروه شاهد $5/8\pm 0/5$ و درصد تغییرات نسبی پراکندگی کلسیم $15/5$ و نیز درصد میزان پراکندگی فسفر در گروه درمان $8/0\pm 0/5$ و در گروه شاهد $5/0\pm 0/9$ و درصد تغییرات نسبی پراکندگی فسفر $15/9$ به دست آمد که در مورد هر دو عنصر، بین میانگین متغیر درمان و شاهد اختلاف معنی‌داری مشاهده شد($P=0/05$). در پایان هفته چهارم، درصد میزان پراکندگی کلسیم در گروه درمان $7/8\pm 0/7$ و در گروه شاهد $4/2\pm 0/6$ و درصد تغییرات نسبی پراکندگی کلسیم $6/7$ بود. همچنان درصد پراکندگی فسفر در گروه درمان $9/0\pm 0/9$ و در گروه شاهد $7/0\pm 0/7$ و درصد تغییرات نسبی پراکندگی فسفر $8/0$ به دست آمد که در مورد هر دو عنصر، بین میانگین متغیر درمان و شاهد اختلاف معنی‌داری وجود داشت($P=0/05$).

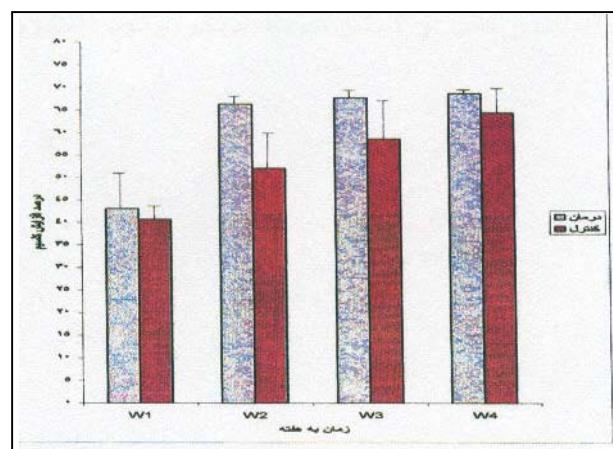

نمودار شماره ۱ - مقایسه سنتونی افزایش میزان کلسیم(Ca) در گروه‌های درمانی و شاهد در طول ۴ هفته براساس نتایج تجزیه و تحلیل کمی و کیفی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM/EDS)

3- Rubin C, Bdander M, Ryaby JP, Had J iargyrou M. The use of low-intensity ultrasound to accelerate the healing of fractures. *J Bone Joint Surg Am* 2001; 83(2): 259-70.

4- Mayr E, Rudzki MM, Borchardt B. Does low intensity, pulsed ultrasound speed healing of scaphoid fractures? *Handchir mikrochir Plast Chir* 2000; 32(2): 115-22.

5- Fujioka H, Tsunocla M, Matsui N. Treatment of ununited fracture of the hook of hamate by low-intensity pulsed ultrasound: a case report. *J Hard Surg Am* 2000; 25(1): 77-9.

6- Arys A, Pillipart C, Dourov N, He Y, Le QT, Pireaux JJ. Analysis of titanium dental implants after failur of osseointegration: comloined histological electron microscopy, and X-ray photoelectron spectroscopy approach. *J Biomed Mater Res* 1998; 43(3): 300-12.

7- Pill AA, Mont MA, Nasser PR, Khan SA, Figueriedo M, Kaufman JJ, et al. Non invasive low-intensity pulsed ultrasound accelerates bone healing in the rabbit. *J Orthop Trauma* 4 1990: 246-53.

8- Quan KM, Shiran MB, Watmiugh DJ. Effects of wave diffraction on the measurement of ultrasonic power output using by the radiation force method with a plane reflecting target at 45. *Meas Sci Tecnol* 3 1992: 222-7.

9- Durate LR. The stimulation of bone growth by ultrasound. *Arch Orthop Trauma Surg* 101 1983; 101: 159.

10- Yang KH, Way SJ, Lewallen DG, Greenleaf J, Oles K, Bronk J, et al. Low intensity ultrasound stimulates fracture healing in rat model: biomechanical and gene expression analysis. *Trans Orthop Res Soc* 1994: 519.

11- Wang SJ, Lewallen DG, Bolander ME, Chao EY. Low intensity ultrasound treatment increases strength in a rat femoral fracture model. *Orthop Res* 1994; 12(1): 40-7.

12- Tanzer M, Harvey E, Key A, Morton P, Bobyn JD. Effect of noninvasive low intensity ultrasound on bone growth in to porous-coated implants. *J Orthop Res* 1996; 14(6): 901-6.

سلولی و در نتیجه تسريع در رشد گردد. همچنین دانشمندان معتقدند که اثر غیر حرارتی پرتوهای فراصوتی مانند ایجاد میکروماساژ ممکن است سبب تسريع رشد استخوان شود.^(۱۱) نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر تایید کننده نظر آقای Tanzar و همکارانش میباشد. آنها میانگین رشد استخوان را در ایمپلانت‌های تحت درمان ۲۵٪ نشان دادند که به طور محسوسی از رشد استخوان در گروه شاهد بیشتر بود($P=0.8$).^(۱۲) در تحقیق حاضر نیز بیشترین اثر امواج فراصوتی بر رشد استخوان در داخل ایمپلانت، مربوط به هفته دوم بوده است. با توجه به کاربرد روز افزون امواج فراصوتی در پزشکی و با توجه به این که شاخص‌های دسته موج تابشی مانند شدت، فرکانس، زمان پرتودهی و پالسی یا ممتد بودن، در اثر آنها بر رشد بافت موثر است، پیشنهاد می‌شود برای رسیدن به نتایج دقیق‌تر و یافتن شرایط بهینه پرتودهی جهت تسريع رشد بافت استخوانی در دندان‌پزشکی به خصوص جراحی و کاشت ایمپلانت‌های دندانی تحقیقات بیشتری صورت گیرد.

تقدیر و تشکر

بدین وسیله از همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، گروه رادیولوژی دانشکده پرایپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه شاهد، دانشکده مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه ازاد اسلامی تشكر و قدردانی می‌گردد.

منابع

- هادیان - ایرج، هادیان - امیرفرخ، هادیان - داریوش. دنیای ایمپلانت. چاپ اول. تهران: انتشارات آروین؛ ۱۳۷۵ فصل دوم. ص. ۴۸.

2- Spadaro JA, Albanese SA. Application of low-intensity ultrasound to growing boneinrate. *Ultrasound Med Biol* 1998; 24(4): 567-73.

The Effect of Low - Intensity Ultrasound on Bone Growth in the Interior of Titanium Implants

I
M. Tamizifar, Ph.D.

II
***A.A. Sharafi, Ph.D.**

III
B. Yasrebi, MSc

IV
Z. Salehpour, BS

Abstract

The effect of ultrasound waves with low intensity on reducing the time of repair and healing of bone fracture has been known. The present research was undertaken to investigate the effect of ultrasound waves on acceleration of bone growth and, finally, on repair and healing of surgical area using in-vivo animal experiment. In this study, 20 titanium implants with proper dimensions were designed and implanted in the femur bone of 20 female rabbits. They were then divided into two groups: control group(4 groups each with 2 rabbits) and experimental group(4 groups each with 3 rabbits). In the experimental group, each rabbit, after surgery and receiving implant, was irradiated for twenty minutes per day with ultrasound waves(1 MHz, 0.1 mw/cm²). The results obtained in this research, after statistical analysis, are suggestive of the fact that ultrasound waves have influences on acceleration of bone growth towards interior of titanium implants with the most rate of influence at the end of the second week of therapy. During this time, calcium distribution rate percentage was found 66.4 ± 1.9 in experimental group, and 52.1 ± 4.2 in control group. Phosphorus distribution percentage was measured 32.1 ± 1.1 and 23.2 ± 4.6 in experimental and control group respectively ($P < 0.05$).

Key Words: 1) Low-intensity Ultrasound 2) Titanium Implant(Ti6Al4V)
3) Bone Growth

This article is a summary of the thesis by B. Yasrebi for MSc degree in Biomechanics under supervision of M. Tamizifar, Ph.D. and A.A. Sharafi, Ph.D. It was also presented in the 7th Congress of Medical Engineering held in Tehran(2003).

I) Assistant Professor of Metallurgy. University of Science & Technology, Narmak Ave. Tehran, Iran.

II) Associate Professor of Biophysics. School of Paramedicine. Iran University of Medical Sciences and Health Services. Tehran, Iran. (*Corresponding Author)

III) MSc in Biomechanics. Instructor. Islamic Azad University, Tabriz Branch.

IV) BS in Metallurgy. University of Science & Technology. Tehran, Iran.