

## بررسی تاثیر طول زنجیر سدیم آلزینات و مقدار کاتیونهای کلسیم و آلومنیوم در رهش دیلتیازم از ماتریکس ها

خسرو ادیب کیا<sup>۱</sup>، محمد بزرگر جلالی<sup>۱\*</sup>، قباد محمدی<sup>۲</sup>، حامد ابراهیم نژاد<sup>۱</sup>، محمود اعلائی بیرامی<sup>۱</sup>

<sup>۱</sup> مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. <sup>۲</sup> دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

تاریخ دریافت: ۸۹/۷/۲۰، تاریخ پذیرش: ۸۹/۶/۲۷

### Effect of sodium alginate chain length and $\text{Ca}^{2+}$ and $\text{Al}^{3+}$ on the release of diltiazem from matrices

Adibkia K.<sup>1</sup>, Barzegar-Jalali M.<sup>1\*</sup>, Mohammadi G.<sup>2</sup>, Ebrahimnejhad H.<sup>1</sup>, Alaei-Beirami M.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Biotechnology Research Center and Faculty of Pharmacy, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. <sup>2</sup> School of Pharmacy, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.

Received: 18 Sept. 2010, Accepted: 12 Oct. 2010

**Objectives:** Sustaining diltiazem hydrochloride decreases its frequency of daily dosage, side effects and enhances patient compliance. In order to control the release of diltiazem, the effect of sodium alginate, Na Alg., chain length as well as  $\text{Al}^{3+}$  and  $\text{Ca}^{2+}$  on the drug release was studied. **Methods:** Matrices with various amounts of Na Alg. containing 120mg drug with different amounts of  $\text{Al}^{3+}$  and  $\text{Ca}^{2+}$  were prepared and the drug release was measured in distilled water using USP II dissolution tester. The amount of dissolved drug was assayed spectrophotometrically. The release data of various matrices was fitted to some kinetic models (Higuchi, Peppas and Weibull). **Results:** Various amounts of Na Alg. had different effects on drug release. The most sustained formulations (without cations) were matrices containing 100 mg Na Alg. in both 250 and 3500 grade. The percent of drug dissolved in 240 min for matrices containing 100mg alginate 250 cps and 3500 cps were 83.4 and 59.8, respectively. Due to the ability of  $\text{Al}^{3+}$  to crosslink with anionic sites of Na Alg, it may sustain the drug release. Although the addition of  $\text{Al}^{3+}$  up to 0.25 meq, sustained the drug release, but the amounts more than 0.25 meq increased the release rate. The release pattern of matrices containing  $\text{Ca}^{2+}$  was almost comparable to one of drug alone. **Conclusion:** The release of diltiazem from matrices can be controlled at any desired rate applying suitable Na Alg. grade together with proper amount of  $\text{Al}^{3+}$ .

**Key words:** Diltiazem hydrochloride, Sodium alginate, Aluminum and calcium cations, Crosslink, Matrix, Drug Release

**زمینه و هدف:** آهسته رهش کردن دیلتیازم سبب کاهش دفعات مصرف روزانه آن و عوارض جانبی شده و تبعیت بیمار از رژیم درمانی را افزایش می دهد. برای کنترل رهش دیلتیازم اثرات طول زنجیر سدیم آلزینات و اثرات آلومنیوم و کلسیم روی رهش دارو مطالعه شد. **روش ها:** ماتریکس های سدیم آلزینات و دارو (۱۰۰ میلی گرم) همراه با مقادیر مختلف آلومنیوم و کلسیم تهیه شدند و رهش دارو در دستگاه انتحال شماره ۲ USP در محیط آب مقطر اندازه گیری شد. داده های رهش دارو از ماتریکس های مختلف به مدل های کیتبکی هیگوچی، پیاس و ویبول پرازش داده شد. **یافته ها:** ماتریکس هایی که حاوی ۱۰۰ میلی گرم سدیم آلزینات بودند آهسته ترین رهش را از خود نشان دادند و سدیم آلزینات با گردید بالا اثر بهتری روی آهسته رهش کردن دارو داشت. طوریکه درصد داروی حل شده در ۲۴۰ دقیقه برای ماتریکس های حاوی ۱۰۰ میلی گرم سدیم آلزینات ۰/۲۵، ۰/۸۳، ۰/۲۵۰ و برای سدیم آلزینات ۰/۵۹، ۰/۸، ۰/۳۵۰ cps درصد بود. به خاطر توانایی آلومنیوم در تشکیل پل عرضی با سایت های منفی سدیم آلزینات، وجود این کاتیون در فرمولاسیون سبب آهسته شدن رهش دارو گردید. افزودن کاتیون آلومنیوم تا ۰/۰۵ میلی اکی والان سرعت رهش دارو را آهسته تر کرد. ولی مقادیر بالاتر از ۰/۰۵ میلی اکی والان سبب افزایش سرعت رهش دارو از ماتریکس های حاوی یون کلسیم تفاوت محسوسی با پودر دیلتیازم خالص نداشت. **نتیجه گیری:** با انتخاب گرید مناسب سدیم آلزینات همراه با کاتیون آلومنیوم رهش دیلتیازم از ماتریکس ها را میتوان کنترل نمود. **واژه های کلیدی:** دیلتیازم هیدروکلراید، سدیم آلزینات، کاتیون های آلومنیوم و کلسیم، پل عرضی، ماتریکس، رهش دارو

\*Corresponding Author: Mohammad Barzegar-Jalali, Professor,

Faculty of Pharmacy, Tabriz University of Medical Sciences, Tel:

+98-411-3392615; Fax: +98-411-3344798; E-mail:

Mahbarja@gmail.com

نویسنده مسئول: محمد بزرگر جلالی، استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم

پزشکی تبریز، تلفن: ۰۴۱۱-۳۳۹۲۶۱۵، نمایر: ۰۴۱۱-۳۳۴۴۷۹۸

## ۱- مقدمه

آلومینیوم کلراید Merck (آلمان)، کلسیم کلراید Merck (آلمان)

### ۲-۱: رسم منحنی کالیبراسیون

برای رسم منحنی کالیبراسیون محلول هایی با غلظت های مختلف از دیلتیازم هیدروکلراید تهیه شده و میزان جذب آنها در طول موج  $236/5$  نانومتر توسط اسپکتروفوتومتر UV Shimadzu 1240 (ژاپن) اندازه گیری شد و سپس منحنی کالیبراسیون رسم گردید. باید خاطر نشان کرد که محلول پلیمرهای مصرفی برای فرمولاسیون ماتریکسها در طول موج مذکور جذب نداشتند.

### ۲-۲: تهیه ماتریکس ها

مقادیر مختلف توزین شده از پلیمر به همراه دارو و کلراید آلومینیوم و کلسیم در هاون چینی جهت اختلاط یکنواخت مدت ۱۵ دقیقه صلایه شد و در ۳ دقیقه پایانی منیزیوم استئارات به عنوان لوبریفیان جهت جلوگیری از چسبیدن اجزای فرمولاسیونها به سنبه و قالب به محلول اضافه شد. برای تهیه ماتریکس، از محلوطهای تهیه شده معادل وزن قرص به دقت توزین و با استفاده از قالب ۱۰ میلی متری و سنبه مربوط به روش کمپرسیون مستقیم توسط دستگاه کمپرسیون دستی Riken (ژاپن)، به مدت ۳ ثانیه (تحت فشار ۱۹/۶ مگاپاسکال) کمپرس شد. اجزای فرمولاسیونها در جداول ۱ تا ۳ آمده است. بعد از خارج کردن ماتریکسها از قالب جهت جلوگیری از جذب رطوبت در داخل دیسکاتور نگهداری شدند.

**۴-۲: آزمایش اتحال و تحلیل کیتیکی رهش دارو**  
این آزمایش با استفاده از دستگاه شماره ۲ USP که با دور چرخش ۱۰۰ دور بر دقیقه، در ۹۰۰ میلی لیتر محیط اتحال آب مقطر و در  $0/3 \pm 37$  درجه سانتیگراد انجام گردید. هر آزمایش ۳ بار تکرار گردید. علت استفاده از آب مقطر به عنوان محیط اتحال، جلوگیری از تداخلات احتمالی با املاح به کار رفته در فرمولاسیون بود (۹).

**۵-۲: مقایسه سرعت رهش دارو از ماتریکسها**  
به منظور مقایسه سرعت رهش دیلتیازم هیدروکلراید از فرمولاسیونهای مختلف از پارامترهای زمان متوسط رهش MRT (Mean Release Time) و سرعت متوسط رهش MRR (Mean Release Rate) استفاده شد.

$$MRT = 100 \times \frac{\sum_{i=1}^n t_m \Delta F_i}{\sum_{i=1}^n \Delta F_i}$$

دیلتیازم از بلوکه کننده های کانال کلسیم از دسته بنزوتیازپین ها است که به عنوان واژودیلاتور عروق کرونر و عروق محیطی عمل می کند (۱). به علت کوتاهی نیمه عمر بیولوژیک آن در انسان، تعداد تجویز روزانه این دارو بسته به نوع بیماری و نیاز بیمار از دو تا چهار بار می باشد (۱). از این رو تحقیقات وسیعی جهت کاهش تعداد دفعات تجویز دیلتیازم هیدروکلراید از طریق فرمولاسیون آن به صورت سامانه های آهسته رهش صورت گرفته است. به عنوان مثال می توان به میکروپسول ها (۲) میکروسفرها (۳)، قرص ها (۴) و بیدها (۵) اشاره کرد.

استفاده از محلوط یک کاتیون معدنی چند ظرفیتی (مانند  $Ca^{2+}$  و  $Al^{3+}$ ) با یک ماکرومکلول پلی آنیونی (سدیم کربوکسی متیل سلولز، تراگاکانات و سدیم آژینات) به عنوان یکی از روشهای نوین طولانی سازی رهش دارو اولین بار در سال ۱۹۸۵ ارائه شده است (۶). در این روش با چکاندن سوسپانسیون دارو در محلول سدیم آژینات به محلول کلراید کلسیم و به هم زدن آن گویچه های حاوی دارو تشکیل می گردد. پس از فیلتراسیون محلول حاوی گویچه ها و خشکاندن آنها محصول حاصل خاصیت طولانی رهش پیدا می کند. عیب این روش طولانی بودن فرایند تهیه و احیانا ناپایداری شیمیایی دارو در محلول حاوی گویچه ها می باشد. برای رفع این نقاچیص کاتیون معدنی چند ظرفیتی با یک ماکرومکلول پلی آنیونی به صورت پودر به نسبت معین با یکدیگر محلوط کرده و سپس به روش کمپرسیون مستقیم به صورت ماتریکس در آورده می شود. به موجب روش اخیر پس از قرار گرفتن ماتریکس در محیط اتحال، کاتیون با پلیمر آنیونی در جا تشکیل پل عرضی می دهد و ژل نسبتا سفتی در بدنه ماتریکس ایجاد می کند که موجب طولانی شدن رهش دارو می شود. به کمک این روش سرعت رهش داروهایی از قبیل استازولامید (۷) و تئوفیلین (۸) به نحو مطلوبی کنترل و طولانی شده است. در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت دیلتیازم از نظر مصرف بسیار وسیع آن در مدیریت انواع بیماری های قلبی-عروقی و لزوم طولانی سازی رهش آن خط مشی ابداعی مذکور در مورد این دارو پیگیری گردیده است.

## ۲- مواد و روش ها

### ۲-۱: مواد

دیلتیازم هیدروکلراید (داروپخش ایران)، سدیم آژینات BDH انگلستان، منیزیوم استئارات Merck (آلمان)،

مدلهای هیگوچی، پاس و ویبول، که میزان خطای کل آنها در جدول ۴ آمده است.

### ۳- نتایج ۱-۳: میزان رهش

در نمودارهای شکل ۱ میانگین فرaksیون داروی رهش یافته در برابر زمان برای ماتریکس‌های تهیه شده با نسبت های مختلف گریدهای سدیم آژئینات در حضور مقادیر مختلف کاتیون آلومینیوم و کلسیم بر حسب میلی اکی والان حاوی مقدار ثابت از گریدهای مختلف سدیم آژئینات دیده می‌شوند. هر نمودار میانگین سه بار آزمایش می‌باشد.

$$MRR = 100 \times \frac{\sum_{i=1}^n (\Delta F / \Delta t)_i}{n}$$

$t_m$  میانگین زمان های نمونه  $i$  ام و نمونه  $(i-1)$  ام یا به عبارتی  $t_m = (t_i + t_{i-1})/2$ ،  $\Delta t = t_i - t_{i-1}$  و  $n$  تعداد داده های هر فرمولاسیون می باشد.

### ۶- بررسی مدل سینتیکی رهش

هر یک از فرمولاسیون ها با مدل های سینتیکی رهش برآذش داده شدند. سه مدل که فرمولاسیون ها پس از برآذش با آنها کمترین میزان خطای داشتند عبارتند از:

جدول ۱. ترکیب فرمولاسیون های حاوی سدیم آژئینات


کد فرمولاسیون	دیلتیازم (میلی گرم)	سدیم آژئینات ۲۵۰ cps (میلی گرم)	سدیم آژئینات ۳۵۰۰ cps (میلی گرم)	منیزیوم استئارات (٪.w/w)
F1	۱۲۰	۱۰۰	-	۱/۵
F2	۱۲۰	۲۰۰	-	۱/۵
F3	۱۲۰	۳۰۰	-	۱/۵
F4	۱۲۰	۴۰۰	-	۱/۵
F5	۱۲۰	۵۰۰	-	۱/۵
F6	۱۲۰	۶۰۰	-	۱/۵
F7	۱۲۰	-	۱۰۰	۱/۵
F8	۱۲۰	-	۲۰۰	۱/۵
F9	۱۲۰	-	۳۰۰	۱/۵
F10	۱۲۰	-	۴۰۰	۱/۵
F11	۱۲۰	-	۵۰۰	۱/۵
F12	۱۲۰	-	۶۰۰	۱/۵

جدول ۲. ترکیب فرمولاسیون های حاوی سدیم آژئینات و کلرید آلومینیوم

کد فرمولاسیون	دیلتیازم (میلی گرم)	سدیم آژئینات ۲۵۰ cps (میلی گرم)	سدیم آژئینات ۳۵۰۰ cps (میلی گرم)	کلرید آلومینیوم (Meq)	منیزیوم استئارات (w/w%)
F13	۱۲۰	۱۰۰	-	۰/۱۲۵	۱/۵
F14	۱۲۰	۱۰۰	-	۰/۲۵۰	۱/۵
F15	۱۲۰	۱۰۰	-	۰/۳۷۵	۱/۵
F16	۱۲۰	۱۰۰	-	۰/۵۰۰	۱/۵
F17	۱۲۰	۱۰۰	-	۰/۷۵۰	۱/۵
F18	۱۲۰	۱۰۰	-	۱/۰۰۰	۱/۵
F19	۱۲۰	-	۱۰۰	۰/۱۲۵	۱/۵
F20	۱۲۰	-	۱۰۰	۰/۲۵۰	۱/۵
F21	۱۲۰	-	۱۰۰	۰/۵۰۰	۱/۵
F22	۱۲۰	-	۱۰۰	۰/۷۵۰	۱/۵
F23	۱۲۰	-	۱۰۰	۱/۰۰۰	۱/۵

جدول ۳. ترکیب فرمولاسیون های حاوی سدیم آلثینات و کلرید کلسیم

کد فرمولاسیون	دیلتازم (میلی گرم)	سدیم آلثینات cps (میلی گرم)	سدیم آلثینات cps (میلی گرم)	کلرید کلسیم (Meq)	منیزیوم استارترات (w/w%)
F24	۱۲۰	۱۰۰	—	۰/۱۲۵	۱/۵
F25	۱۲۰	۱۰۰	—	۰/۲۵۰	۱/۵
F26	۱۲۰	۱۰۰	—	۰/۳۷۵	۱/۵
F27	۱۲۰	۱۰۰	—	۰/۵۰۰	۱/۵
F28	۱۲۰	۱۰۰	—	۰/۷۵۰	۱/۵
F29	۱۲۰	۱۰۰	—	۱/۰۰۰	۱/۵
F30	۱۲۰	—	۱۰۰	۰/۱۲۵	۱/۵
F31	۱۲۰	—	۱۰۰	۰/۲۵۰	۱/۵
F32	۱۲۰	—	۱۰۰	۰/۳۷۵	۱/۵
F33	۱۲۰	—	۱۰۰	۰/۵۰۰	۱/۵
F34	۱۲۰	—	۱۰۰	۰/۷۵۰	۱/۵
F35	۱۲۰	—	۱۰۰	۱/۰۰۰	۱/۵

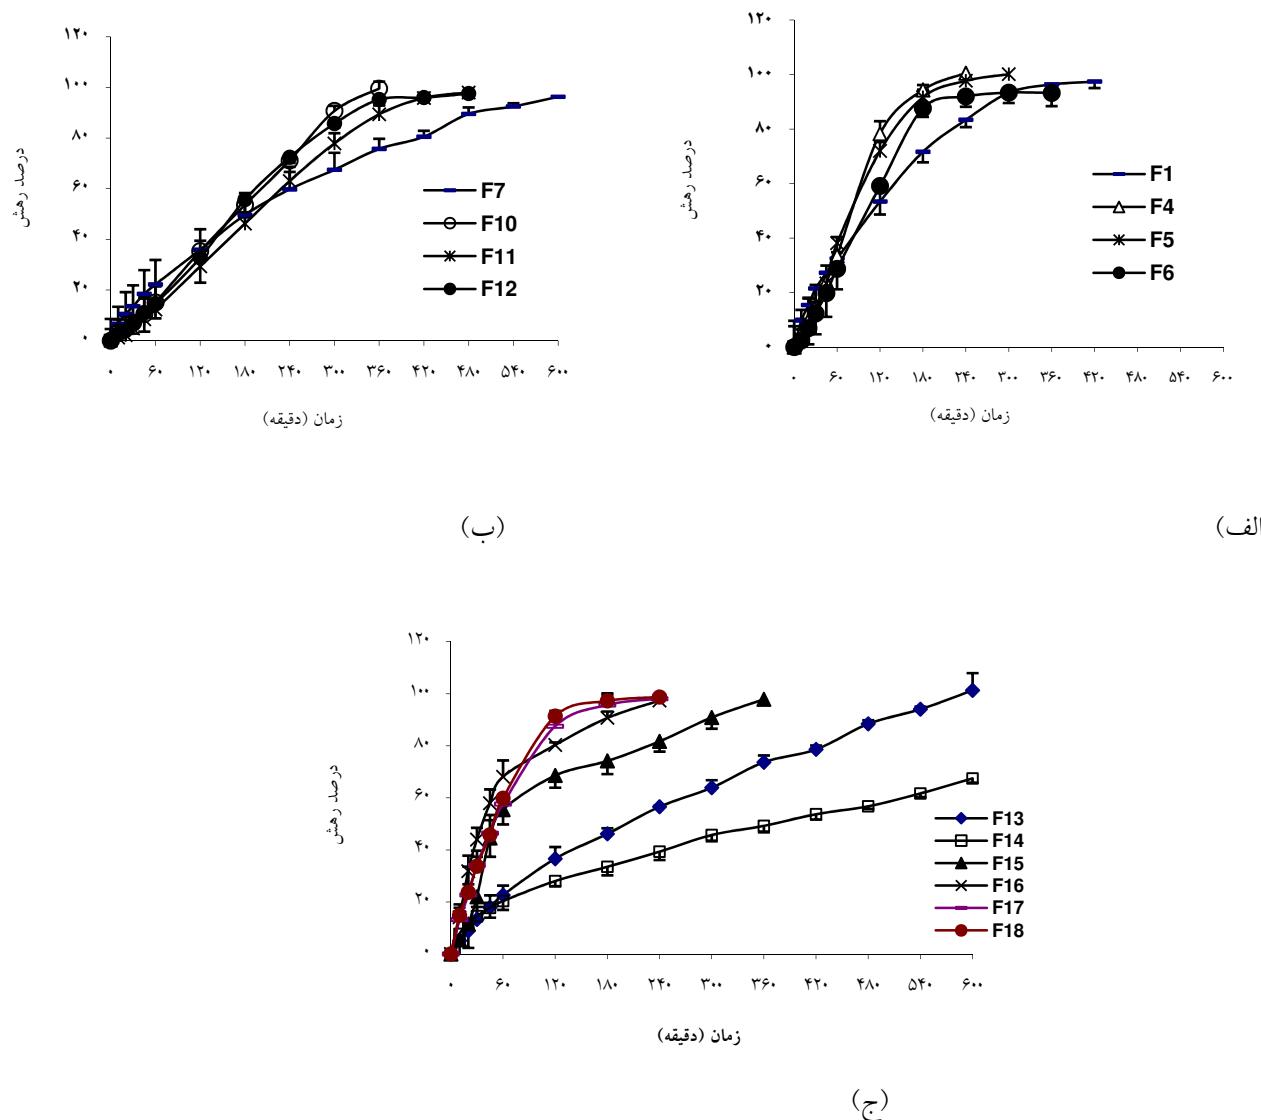


شکل ۱. منحنی رهش دارو از فرمولاسیون های حاوی (الف) مقادیر مختلف آلثینات 250 (ب) مقادیر مختلف آلثینات 3500 (ج) ۱۰۰ میلی گرم آلثینات  $\text{AlCl}_3^{3+}$  cps و مقادیر مختلف کاتیون

### ۳-۳: مقایسه ثابت سرعت مدل های هیگوچی، پیاس و ویبول


در شکل ۳ ثابت سرعت مدل های هیگوچی، پیاس و ویبول در مقابل میلی اکی والان آلومینیوم موجود در فرمولاسیون ها رسم شده است.

### ۲-۲: مقایسه سرعت رهش دارو از ماتریکس ها


در شکل ۲ برای مقایسه رهش فرمولاسیون ها از دو مدل MRT (mean release time) و MRR (mean release rate) استفاده شده است

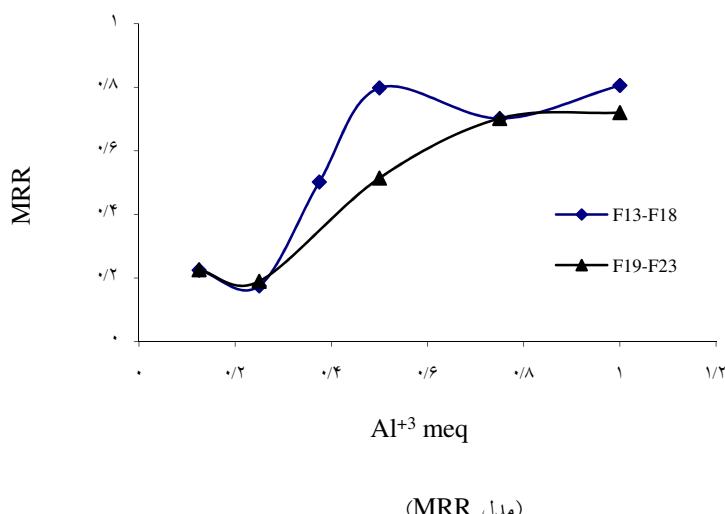

(MRR مدل)

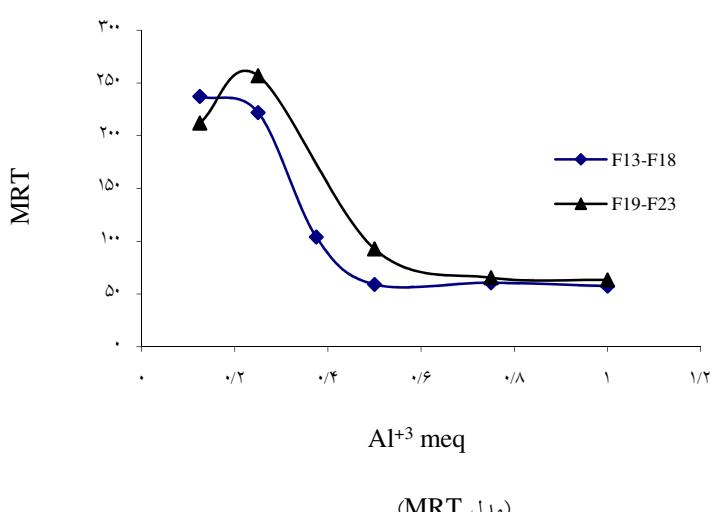

شکل ۲. نمودار رهش فرمولاسیون های F13-F23 بر اساس مدل MRR و MRT

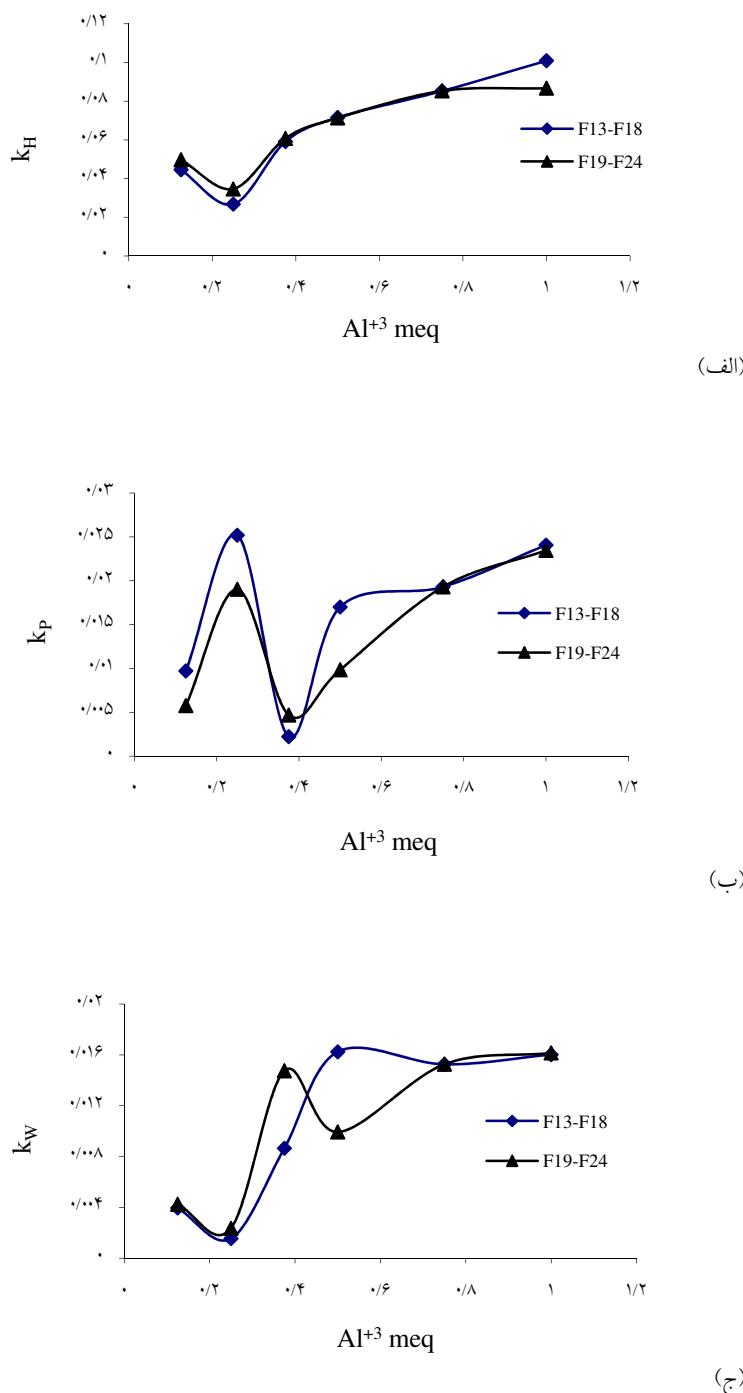

شکل ۳. نمودارهای ثوابت سرعت (الف) هیگوچی (ب) پیاس (ج) و بیول در برابر میلی اکسی والان آلمینیوم برای فرمولاسیون های مختلف

#### ۴- بحث

۱-۴: تاثیر آژینات سدیم در رهش دارو از ماتریکس با توجه به اینکه دیلتیازم یک داروی کاملا محلول در آب است (freely soluble) افزودن آژینات سدیم به فرمولاسیون ها باعث کند شدن رهش دارو می شود. از آنجایی که آژینات سدیم یک پلیمر هیدروفیل است، در

کاتیون های با بار مثبت (کاتیون های دو و سه ظرفیتی نظری کلسیم و آلمینیوم) در محیط اتحاد قادر به ایجاد پل عرضی بین زنجیره های با بار منفی صمغ های آئیونی نظری سدیم آژینات می باشند و از طریق تشکیل شبکه ماتریکسی و ایجاد ژل رهش دارو را کند می نمایند (۱۰).

آلومینیوم شدیداً محلول در آب است مقداری از آن که پل عرضی تشکیل نداده است وقتی در محیط انحلال (آب) قرار می‌گیرد سبب ایجاد منافذی در بدنه ماتریکس شده و در نتیجه سبب متلاشی شدن ماتریکس می‌شود. همچنین تشکیل کمپلکس محلول کاتیون با دارو نیز محتمل می‌باشد (۱۰).

$\text{Ca}^{2+}$  برخلاف  $\text{Al}^{3+}$  سبب افزایش سرعت رهش دارو می‌شود.  $\text{Ca}^{2+}$  یک کاتیون دو ظرفیتی بوده و با دو سایت منفی پلیمر واکنش می‌دهد در حالیکه  $\text{Al}^{3+}$  سه ظرفیتی بوده و با سه سایت منفی آلثینات سدیم واکنش داده و تشکیل ساختار سه بعدی می‌دهد (۱۱). علاوه بر آن  $\text{Ca}^{2+}$  نسبت بار به سطح کمتری نسبت به آلومینیوم دارد. بنابراین  $\text{Ca}^{2+}$  پل عرضی ضعیف تری تشکیل داده و با توجه به محلولیت بالا سبب افزایش سرعت رهش دارو می‌شود.

#### ۳-۴: بررسی نتایج حاصل از مقایسه سرعت رهش دارو از ماتریکسها

همانطور که شکل ۳ نشان می‌دهد هر دو مدل MRR و MRT تطابق مناسبی با چگونگی رهش دارو از فرمولاسیون‌ها داشتند. مدل MRR بر اساس سرعت و مدل MRT بر اساس زمان رهش است. با افزایش میزان آلومینیوم کلراید تا ۰٪/۲۵ میلی‌اکی والان رهش دارو از فرمولاسیون‌ها آهسته‌تر می‌شود. این فرمولاسیون کمترین میزان سرعت رهش را در مدل MRR دارد (نقطه مینیمم نمودار) و طولانی‌ترین زمان رهش را در مدل MRT (نقطه ماکزیمم). با افزایش میزان آلومینیوم کلراید رهش دارو سریع‌تر می‌شود. این موارد به وضوح در شکل ۱ نشان داده شده است.

۴-۴: بررسی نتایج حاصل از تحلیل کیتیکی رهش مدل هیگوچی به دلیل داشتن میانگین خطای بالا (٪/۲۵٪) نسبت به دو مدل دیگر، مدل مناسبی برای فرمولاسیون‌ها تشخیص داده نشد. مدل پیاس کمترین میزان خطای را داشت (٪/۰.۵٪)، ولی با توجه به اینکه درصد رهش تا ٪/۶۰ با این مدل برازش داده شد و نمودار این مدل تطابق مناسبی با رهش فرمولاسیون‌ها نشان نداد، لذا این مدل نیز مدل مناسبی نبود. مدل ویبول هم میزان خطای کمی داشت (٪/۸٪) و هم اینکه کاملاً مطابق چگونگی رهش دارو از فرمولاسیون‌ها بود. این مدل به عنوان بهترین مدل برای این فرمولاسیون‌ها تشخیص داده شد.

#### ۵- نتیجه گیری

افزودن کلراید آلومینیوم به فرمولاسیون ماتریکس‌ها حاوی آلثینات سدیم سبب کنترل رهش دارو می‌شود و

غلظت‌های پایین از طریق جذب آب و کمک به حل شدن و فرمولاسیون‌های ماتریکس‌ها، سرعت رهش را افزایش می‌دهد. این پدیده در مقایسه رهش دارو از فرمولاسیون‌های F1 و F4 (غلظت‌های فزاینده آلثینات با گرید 250 cps) و F7 و F10 (غلظت‌های فزاینده آلثینات با گرید 3500 cps) مشاهده می‌شود [ توضیح اینکه نمودارهای F2 و F3 مشابه F4 و همچنین نمودارهای F8 و F9 مشابه F7 و F10 بودند که در شکل ۱ آورده نشده است ] .

افزایش سرعت رهش بوسیله آلثینات سدیم تا غلظت مشخصی از صمع خود را می‌کند. با افزایش مقدار آن در فرمولاسیون، در یک غلظت معین، صمع شروع به تشکیل ژل ویسکوز می‌کند و از این غلظت به بعد رهش دارو را از فرمولاسیون کند می‌نماید. کاهش رهش با افزایش میزان آلثینات سدیم در مقایسه بین فرمولاسیون‌های F6، F5، F11، F12 مشاهده می‌شود. رهش دارو از فرمولاسیون با آلثینات سدیم گرید 3500 cps نسبت به گرید پایین تر (250 cps) کندتر بود که به علت تشکیل ژل ویسکوزتر و نفوذ کمتر آب به درون این ژل تشکیل شده است (نمودارهای مربوطه نشان داده نشده است).

#### ۴-۲: تاثیر املاح $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ و $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ بر رهش دارو از ماتریکس‌ها

با توجه به اینکه زنجیره‌های پلیمری آلثینات سدیم دارای بار منفی می‌باشند، کاتیون‌های مذکور می‌توانند بین زنجیره‌های پلیمری پل عرضی ایجاد کرده و با مکانیسم تشکیل ژل ویسکوزتر مانع متلاشی شدن ماتریکس و آزاد سازی دارو شده و رهش دارو را کندتر کنند.

Azarmi و همکاران نتیجه گرفتند که با قرار گرفتن قرص در محیط انحلال، کاتیون‌ها و دارو در سطح قرص حل و وارد محیط انحلال می‌شوند. مولکول‌های حل از خلال سوراخ‌هایی که به این ترتیب ایجاد می‌شود نفوذ می‌کنند و باعث تورم پلیمر‌های صمع می‌شوند در نتیجه مولکول‌هایی که در داخل بدنه قرص حل شده اند از خلال این منافذ عبور می‌کنند. در همین حال کاتیون‌ها با زنجیره‌های آنیونی پلیمر واکنش داده و اتصالات متقاطع ایجاد می‌کنند. ژل ویسکوزی که این چنین ایجاد می‌شود، در سطح قرص باعث کنترل رهش دارو می‌شود (۷).

با افزایش میلی‌اکی والان کلراید آلومینیوم تا مقداری معین در فرمولاسیون‌ها رهش دارو کندتر می‌شود. مقداری فزاینده کلراید آلومینیوم (از ۰.۵ میلی‌اکی والان به بالا) باعث سریع‌تر شدن رهش دارو می‌شود. از آن جایی که کلراید

۳- فرمولاسیون هایی که رهش کندی داشتند و همه دارو را در ۶۰۰ دقیقه آزاد می کردند مثل فرمولاسیون های F7, F13, F19

۴- فرمولاسیون هایی که کاملا آهسته رهش بودند و طی ۱۰ ساعت هم همه دارو را آزاد نکردند مثل فرمولاسیون های F14, F20

در ادامه این تحقیق می توان فرمولاسیون هایی را که رهش مناسب و کنترل شده ای را دارند؛ به صورت *in vivo* آزمایش کرد و در صورت مناسب بودن می توان آنها را با تغییرات مناسب به صورت انبوه تولید نمود.

غلظت صمغ مورد نیاز برای آهسته رهش نمودن دارو کمتر می شود. به طور کلی در فرمولاسیون های کار شده ۴ نوع رهش مشاهده شد:

۱- فرمولاسیون هایی که رهش بسیار سریع داشتند به طوری که در ۱۵ دقیقه اول همه داروی خود را آزاد نمودند مثل فرمولاسیون های حاوی نمک کلرید کلسیم

۲- فرمولاسیون هایی که رهشی مناسبی نداشتند و دارو را در ۶ ساعت و یا کمتر آزاد می کردند مثل فرمولاسیون های F1, F2, F4, F5

## References:

1. Sweetman S.C.: Martindale: The Complete Drug Reference :Electronic version. Pharmaceutical Press, London, 2005.
2. Farhana S.A., Shantakumar S.M., Narasu L. Sustained release of diltiazem hydrochloride from chitosan micro-capsules, Current Drug Delivery, 2009, 6: 38-48.
3. Sultana Y., Mall S., Maurya D.P., Kumar D., Das M. Preparation and in vitro characterization of diltiazem hydrochloride loaded alginate microspheres., Pharmaceutical Development and Technology, 2009, 23: 1-11.
4. Al-Saidan S.M., Krishnaiah Y.S., Patro S.S., Satyanaryana V. In vitro and in vivo evaluation of guar gum matrix tablets for oral controlled release of water-soluble diltiazem hydrochloride., AAPS Pharmaceutical Science and Technology, 2009, 6: E14-E21.
5. El-Kamel A.H, Al-Gohary O.M., Hosny E.A. Alginate-diltiazem hydrochloride beads: optimization of formulation factors, in vitro and in vivo availability., Journal of Microencapsulation, 2003, 20: 11-25.
6. Badwan A.A., Abumalooah A., Sallam E. A sustained release drug delivery system using calcium alginate beads., Drug Development and Industrial Pharmacy, 1985, 11: 239-256.
7. Azarmi S., Valizadeh H., Barzegar-Jalali M., Lobenberg R. In situ cross-linking of polyanionic polymers to sustain the drug release of acetazolamide tablets., Pharmazeutische Industrie, 2009, 65: 887-881.
8. Tailor A. In situ cross-linking of sodium alginate with calcium and aluminum ions to sustain the release of theophylline from polymeric matrices., Farmaco, 2004, 59: 999-1004.
9. Barzegar-jalali M., Siahi Shabdar M.R., Barzegar-jalali A., Mohammadi G., Azarmi S., Danesh-Bahreini M.A., Adibkia K., Raeesi R., Zare M. The effect of  $Al^+$  on the propranolol hydrochloride release from polyanionic polymer matrices., Pharmaceutical Sciences, 2007, 3: 7-17.
10. Mohammadi G., Barzegar-Jalali M., Siahi Shabdar M., Azarmi S., Barzegar-Jalali A., Rasekhian M., Adibkia K., Danesh-Bahreini M.A., Kiafar F., Zare M., Raeesi R., Hosseini-Nasab S.S. The effect of inorganic cations  $Ca^{2+}$  and  $Al^{3+}$  on the release rate of propranolol hydrochloride form sodium carboxymethylcellulose matrices., DARU, 2009, 17: 131-137.
11. Al-Musa S., Abu Fara D., Badwan A. A. Evaluation of parameters involved in preparation and release of drug loaded in crosslinked matrices of alginate., Journal of Controlled Release, 1999, 57:223-232.