

ارزیابی کارایی نانو ذرات لیپوزومه مغناطیسی به عنوان حامل پاکلی تاکسل در سرطان تخمدان: یک مطالعه بروون تنی

سارا یوسفی علداشی^۱، عظیم اکبرزاده^{۲*}، امیر حیدری نسب^۱

۱. دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

۲. بخش پایلوت بیوتکنولوژی، انسیتو پاستور ایران، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: با گسترش دانش پیرامون سرطان پیشرفت های زیادی برای درمان آن صورت گرفته است. اثرات سمية داروهای شیمی درمانی یکی از مضلات درمان به شمار می آید لذا داروسانی به کمک نانوحامل ها به سبب تغییر فارماکوکنตیک دارو و هدف یابی دقیق تر به عنوان یکی از راه کارهای خوش آئیه در درمان سرطان و بیماری های صعب العلاج مطرح است.

مواد و روش ها: نانوذرات مغناطیسی آهن با روش هم رسوی ساخته شد. سپس با استفاده از روش آب دهی، فیلم نانو ذرات لیپوزومی حاوی پاکلی تاکسل و نانو ذرات مغناطیسی آهن تهیه گردید. نانوذرات از نظر اندازه، پتانسیل زتا، کپسولاسیون دارو و میزان رهش دارو و میزان سایتوکسیسیتی نانو ذرات حاوی دارو با استفاده از آزمون MTT بر روی رده سلولی سرطان تخمدان A۲۷۸۰ CP مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: میزان کپسولاسیون دارو در نانو ذرات لیپوزومه مغناطیسی و لیپوزوم به ترتیب ۹۶ و ۹۷ درصد برآورد شد. مطالعه های رهش نشان دهنده رهش پیوسته و کنترل شده دارو از نانو ذرات لیپوزومه مغناطیسی بود. نتایج MTT نیز نشان داد نانو ذرات لیپوزومه مغناطیسی حاوی پاکلی تاکسل نسبت به نانو ذرات لیپوزومی حاوی دارو، سایتوکسیسیتی بالاتری علیه سلول های A۲۷۸۰ CP اعمال کردند.

بحث: نانو ذرات بارگیری شده با داروهای ضدسرطان نسبت به داروی استاندارد می توانند به راحتی به غشاء سلول رسیده و غلظت دارو را در سطح سلول بالا ببرند، که این روند باعث بالارفتن غلظت دارو در داخل سلول شده و افزایش اثر دارو را به همراه دارد.

نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد نانو ذرات لیپوزومه مغناطیسی نسبت به نانو ذرات لیپوزومی، حامل مناسبی برای تحويل داروی پاکلی تاکسل به سلول های سرطان تخمدان A۲۷۸۰ CP هستند.

کلمات کلیدی : سرطان تخمدان، نانو ذرات لیپوزومه مغناطیسی، پاکلی تاکسل، سایتوکسیسیتی

ایجاد کارایی های خاص آن ها نسبت به سایر نانو ساختارها می شود. زیست سازگارپذیری بالا، سمیت کم و قابلیت هدایت تحت میدان مغناطیسی از علل کاربرد زیاد نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن است. (۱۳، ۱۱)

نانو ذرات اکسید آهن در مقداری کم تراز $100 \mu\text{g/ml}$ غیر سمی گزارش شده است. (۱۲) طبق نتایج حاصل از کشت سلول و تحقیقاتی که بر روی نانو ذرات اکسید آهن روی کارسینوم تخمدان صورت گرفته، نتایج اثر هم افزایی نانوذره اکسید آهن بر کشنده گی دارو را به اثبات رساند. (۹) نانو ذرات مغناطیسی با ایجاد شار مغناطیسی با دمای بالا (اثر هایپرترمی) باعث مرگ سلول های سرطانی می شوند. حالتی که در آن نانو ذرات مغناطیسی تحت تأثیر میدان مغناطیسی متناسب با فرکانس بالا گرما تولید می کنند، با در نظر گرفتن این واقعیت که سلول های

مقدمه

استفاده پژوهشکی از پودرهای مغناطیسی به دوران یونان باستان و روم بر می گردد، ولی به شکل اصولی و تحقیقاتی از سال ۱۹۷۰ در علوم بیولوژی و پژوهشکی مورد استفاده قرار گردید. (۱۰) نانو ذرات مغناطیسی یکی از مهم ترین و پرکاربردترین انواع نانو مواد می باشند که ویژگی های منحصر به فردشان موجب

نویسنده مسئول :

تهران، انسیتو پاستور ایران، بخش پایلوت نانوبیوتکنولوژی
 پست الکترونیکی azimakbarzadeh1326@gmail.com

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۱۲/۰۳

FeCl_3 به روش هم رسوبی به کمک احیاکننده آمونیاک ساخته شد. (۱۵)

ساخت نانو ذره لیپوزومه مغناطیسی و لیپوزومه پاکلی تاکسل

برای تهیه نانو لیپوزومه مغناطیسی ابتدا لسیتین، کلسترول، PEG و داروی پاکلی تاکسل (به دلیل اینکه داروی پاکلی تاکسل چربی دوست است و در حلآلی حل می شود باید در این مرحله اضافه گردد) با مقادیر مشخصی در اتانول ۹۶ درصد بر روی هیتر استیرر حل گردید. سپس با استفاده از روتاری اوپوریتور (Heidolph. Germany) حلآلی بافر نمکی فسفات^۲ (PBS) جایگزین حلآلی (اتanol) گردید. برای تهیه نانولیپوزومه مغناطیسی، نانوذرات Fe_3O_4 (۱ mg/ml) را در PBS ریخته و توسط دستگاه سونیکاتور به طور کامل پراکنده (Disperse) و سپس به ژلوز اضافه و روی هیتر قرار داده شد تا به خوبی مخلوط شود. محلول لیپوزومه پاکلی تاکسل نیز به همین صورت تهیه شد فقط اکسید آهن به آن اضافه نشده است.

برای همگن کردن ذرات توسط دستگاه هموژنایزر با دور rpm ۱۳۰۰۰ نانوذرات هموژن شدند و برای کوچک و هم اندازه کردن ذرات، سوسپانسیون به مدت ۵ دقیقه در حمام سونیکاتور (۶۰ HZ. Bandelin Sonorex Digitec

تعیین اندازه و پتانسیل زتای نانوذرات

توسط دستگاه زتابایزر (U) Malvern Instruments, Malvern, UK (K) اندازه و پتانسیل زتا نانوذرات بررسی شد.

میزان به دام افتادگی دارو

حال برای تعیین میزان به دام افتادگی دارو در محلول های لیپوزومه و لیپوزومه مغناطیسی باید جذب نوری (OD) هر یک از محلول های مورد نظر مشخص شود، برای این منظور ml ۲ از هر یک از محلول ها را درون یک میکروتیوب ریخته و درون سانتریفیوژ با دور rpm ۱۴۰۰۰ درجه C° به مدت ۳۰ دقیقه قرار داده شد، سپس محلول شفاف رویی برداشته و جذب نوری آن ها در در طول موج ۲۲۷ نانومتر با دستگاه اسپکتروفوتومتر آن (Hitachi, Japan) خوانده شد.

$$\text{فرمول ۱: } \frac{\text{غلظت داروی آزاد} - \text{غلظت اولیه دارو}}{\text{غلظت اولیه دارو}} \times ۱۰۰ = \text{میزان کپسوالسیون دارو}$$

جهت رسم منحنی استاندارد محلول هایی با غلظت های متفاوتی از پاکلی تاکسل تهیه و میزان جذب محلول ها با روش اسپکتروفوتومتری در طول موج ۲۲۷ نانومتر سنجیده شد.

بررسی میزان رهایش دارو

برای بررسی میزان رهایش دارو یک میلی لیتر از سوسپانسیون

سرطانی در دمای ۴۲-۴۵ °C به طور برگشت ناپذیری از بین می روند. (۱۱,۷) پلی مرهای آب دوست مثل پلی اتیلن گلیکول' (PEG) به عنوان اصلاح کننده های سطحی در این ساختارها به کار می روند که در این صورت این نانو ذرات نیمه عمر طولانی تری دارند و رهاسازی دارو در بدن طی مدت زمان بیش تری انجام می گیرد. (۸)

سرطان عبارت است از ناهمانگی میان رشد و مرگ سلول ها که نتیجه آن انباشته شدن تعداد بیش از حد سلول ها است. آمار سازمان بهداشت جهانی نشانگر این است که یک زن از هر ۵۵ زن در جهان در مقطعی از زندگی اش با این سرطان دست و پنجه نرم می کند. به طور معمول این بیماری زنان بالای ۵۰ سال را درگیر می کند. در مطالعه حاضر سرطان مورد نظر ما سرطان تخدمان با رده سلولی A۲۸۷۰ CP است. به دلیل تشخیص دیر هنگام سرطان تخدمان و عدم شیوه های درمانی مؤثر، این بیماری از نظر تلفات در بین سرطان های زنان بیش ترین مرگ و میر را دارد. روش های درمان به طور معمول به سه دسته عمده تقسیم می شوند: جراحی، شیمی درمانی و اشعه درمانی که تمامی این روش ها مشکلات و عوارضی را در پی دارد. نانو ذرات در تلاش هستند که این اثرات منفی را به حداقل برسانند. یکی از داروهای مورد استفاده در درمان سرطان پاکلی تاکسل است. با وجود اثر درمانی پاکلی تاکسل، شیمی درمانی این دارو دو مشکل عمده به همراه دارد که یکی مسیر پاکسازی آن از خون و دیگری مقاومت دارو است. (۱۴) هم چنین داروی پاکلی تاکسل در روش هایی همانند شیمی درمانی تاثیرگذار به صورت اختصاصی تنها بر روی سلول های سرطانی تاثیرگذار باشد و به سایر بافت های بدن از جمله مو و گوارش تاثیر سوء می گذارد بنابراین در حال حاضر عامل محدود کننده در شیمی درمانی، عدم انتخابی بودن داروها در مقابل سلول های سرطانی است. (۳)


روش کار مواد

فسفاتیدیل کولین تولید شرکت (Belgium)Acros و پاکلی تاکسل تولید شرکت Sigma (آمریکا)، کلسترول شرکت کیمیاگران امروز (ایران)، اتانول تولید شرکت ویسیان (ایران) و اکسید آهن تولیدی بخش پایلوت نانوبیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران مورد استفاده قرار گرفت. هم چنین سلول A۲۸۷۰ CP از بانک سلولی انستیتو پاستور ایران تهیه شد. تهیه نانوذرات اکسید آهن

در ابتدا نانو ذرات اکسید آهن با استفاده از دو نمک FeCl_2 و

1- Polyethylene glycol (PEG)

ابتدا نمودار غلظت (منحنی استاندارد) رسم شد و معادله خط مربوطه که نشان دهنده رابطه ای میان غلظت و جذب است مشخص گردید.

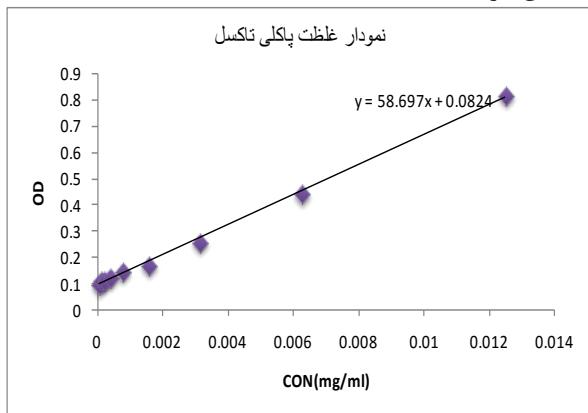

شکل ۱: منحنی استاندارد داروی پاکلی تاکسل
طبق نمودار رسم شده معادله غلظت به دست آمده برابر بود با:
فرمول ۲: $OD_{586/497} = 0.824 + 0.0824 \times CON$


OD میزان جذب محلول ها است که توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه گیری می شود. از طریق فرمول و محاسبات گفته شده میزان کپسولاسیون برای نanolipozome مغناطیسی $10/1$ درصد و برای نanolipozome $46/96$ درصد محاسبه شد.

بررسی سمیت دارو

برای بررسی سمیت دارو بروی رده سلولی نام برده شده از روش MTT استفاده شد. نتایج به صورت زیر محاسبه گردید.

میزان IC ₅₀	محلول های مورد نظر
۱/۸۸۴	داروی نanolipozome مغناطیسی
۲/۱۴۲	داروی نanolipozome

جدول ۱: میزان IC₅₀ داروی نanolipozome مغناطیسی و نanolipozome

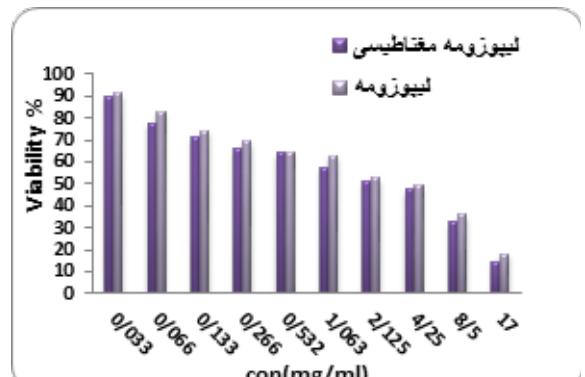

شکل ۲: نمودار درصد حیات سلولی در مجاورت نanolipozome مغناطیسی حاوی پاکلی تاکسل و نanolipozome پاکلی تاکسل

همان طور که شکل ۲ نشان می دهد این نمودار بر اساس مقادیر

نانوذرات برداشته و درون کیسه دیالیز ریخته شد و به مدت ۴۸ ساعت درون یک استوانه مدرج که حاوی ۲۵ cc بافر PBS بود، قرار داده و سپس در فواصل زمانی منظم از محلول بافر PBS داخل استوانه مدرج برداشته درون یک میکروتیوب ریخته و بافر جدید جایگزین آن شد به همین ترتیب طی ۴۸ ساعت نمونه گیری کرده و میزان جذب نمونه ها در طول موج ۲۲۷ نانومتر خوانده و نمودار آن رسم شد.

رده سلولی و بررسی رشد سلول

سلول مورد استفاده در این بررسی، سلول های سرطان تخمدان A2780.CP بود. سلول ها در محیط کشت RPMI ۱۶۴۰ حاوی ۱۰ درصد FBS و آنتی بیوتیک پنی سیلین و استرپتومایسین (جهت جلوگیری از رشد باکتریهای گرم مثبت و منفی)، به مدت ۲۴ ساعت در شرایط ۳۷ °C و ۵٪ CO₂ انکوبه شدند. از آنجایی که سلول ها چسبنده بودند جهت جداسازی سلول ها از کف فلاسک از محلول تریپسین و EDTA استفاده شد. درصد سلول های زنده با رنگ تریپان بلو در تمامی آزمون ها مشخص گردید که بالای ۸۰٪ بود.

بررسی اثر سمیت و کشنده گی دارو

جهت بررسی سمیت از روش MTT استفاده شد. البته در این مطالعه سلول های مورد استفاده در فاز لگاریتمی رشد بودند. ابتدا سلول ها از کف فلاسک جدا شده و بعد از سانتریفوژ، ۱۰۰۰۰ سلول به هر کدام از چاهک های پلیت ۹۶ خانه ای اضافه شد. سپس پلیت به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ °C و ۵٪ CO₂ انکوبه گردید. روز بعد محلول های دارویی آماده شده با رقتها مختلف به سلول ها اضافه گردید و دوباره در شرایط بهینه فوق به مدت ۴۸ ساعت انکوبه گردید. سرانجام ۱۰۰ میکرولیتر محلول MTT به تمامی چاهک ها اضافه شد و به مدت ۳ ساعت انکوبه گردید. بعد از سپری شدن زمان فوق و تشکیل کریستال های فورمازان، آن ها را در ایزوپروپانول حل نموده، جذب نمونه ها را در طول موج ۵۴۰ nm قرائت شد. میزان IC_{50} با استفاده از Pharm-PCS statistical package (Springer-Verlag, New York) محاسبه گردید.

نتایج

تعیین اندازه و پتانسیل ذاتی نانو ذره لیپوزومه مغناطیسی

میانگین قطر نانوذرات لیپوزومه مغناطیسی پاکلی تاکسل ۲۵۱ نانومتر و برای نanolipozome پاکلی تاکسل ۱۹۷/۸ و هم چنین پتانسیل ذاتی لیپوزومه مغناطیسی پاکلی تاکسل ۱۹/۳- و برای نanolipozome پاکلی تاکسل ۱۹/۸ میلی ولت گزارش گردید.

تعیین میزان محصورسازی (کپسولاسیون) دارو برای بررسی میزان به دام افتادگی و میزان کپسولاسیون دارو،

باشد. (۵،۲) با وجود اثر درمانی داروی پاکلی تاکسل، شیمی درمانی این دارو دو مشکل عمدۀ را به همراه دارد که یکی مسیر پاک سازی آن از خون و دیگری مقاومت دارو است. زیست سازگارپذیری بالا، سمیت کم و قابلیت هدایت تحت میدان مغناطیسی از علل کاربرد زیاد نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن است. کمپلکس دارو- حامل ایجاد شده از طریق تزریق وریدی یا سرخرگی، به بدن وارد می شود و با کمک میدان مغناطیسی خارجی، امکان هدایت و تغليظ دارو در محل تومور یا سایر بافت های هدف فراهم می شود. (۴) در این تحقیق، اثر پاکلی تاکسل نانولیپوزومه و پاکلی تاکسل نانولیپوزومه مغناطیسی بر روی رده ی سلولی سرطان تخدمان مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا مرحله ساخت و سنتز نانولیپوزومه و نانولیپوزومه مغناطیسی پاکلی تاکسل صورت گرفت پس از ساخت هر دو لیپوزوم، با استفاده از نمودار غلظت استاندارد دارو، میزان کپسولاسیون حساب شد که میزان کپسولاسیون در هر دو روش بسیار به هم نزدیک بود. با استفاده از دستگاه زتابایزر قطر فرمولاسیون نانولیپوزومه و نانولیپوزومه مغناطیسی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اندازه ذرات لیپوزومه مغناطیسی کمی بزرگ تر است که این امر می تواند به دلیل وجود ذرات ناپایدار اکسید آهن باشد که تمایل به تجمع دارند. اثر سایتو توکسیک پاکلی تاکسل نانولیپوزومه و پاکلی تاکسل نانولیپوزومه مغناطیسی با روش MTT مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کم ترین IC_{50} متعلق به فرمولاسیون پاکلی تاکسل نانولیپوزومه مغناطیسی می باشد، این بدين معناست که میزان کشنگی سلولی فرمولاسیون نانولیپوزومه مغناطیسی از فرمولاسیون نانولیپوزومه پاکلی تاکسل بیش تر است و لذا احتیاج به دوز مصرفی کم تری دارد.

برای این که مقدار دوز داروی آزاد شده در زمان های مختلف مشخص شود از روش دیالیز استفاده شد. بررسی نمودار میزان رهایش و درصد رهایش نشان دهنده این بود که فرمولاسیون نانولیپوزومه مغناطیسی نسبت به نانولیپوزومه پاکلی تاکسل رهایش آهسته تری دارد که این امر می تواند به دلیل وجود ذرات آهن باشد.

نانو ذرات بارگیری شده با داروهای ضدسرطان نسبت به داروی استاندارد می توانند به راحتی به غشاء سلول رسیده و غلظت دارو را در سطح سلول بالا ببرند، که این روند باعث بالارفتن غلظت دارو در داخل سلول شده و افزایش اثر دارو را به همراه دارد. (۶،۱۶)


نتیجه گیری

زیست سازگارپذیری بالا، سمیت کم و قابلیت هدایت تحت میدان

زیست پذیری (viability) و بر اساس غلظت (concentrate) رسم گردید. هرچه میزان IC_{50} تر باشد نشان دهنده این است که ما برای از بین بدن نیمی از سلول های سرطانی مورد نظر به میزان دوز داروی مصرفی کم تری احتیاج داریم و همین طور که در نمودار و جدول مشاهده می کنید، میزان IC_{50} برای داروی نانولیپوزومه مغناطیسی از همه کم تر است، پس هدفمندتر است و به میزان داروی مصرفی کم تری احتیاج است.


بررسی میزان رهایش دارو

نتایج رهایش حامل ها همان طور که در نمودار به وضوح پیداست، نشان می دهد که نانوذرات لیپوزومه رهایش سریع تری از پاکلی تاکسل نسبت به نانوذرات لیپوزومه مغناطیسی حاوی دارو داشته در نتیجه نانوذرات لیپوزومه مغناطیسی مدت زمان بیش تری دارو را در بدن حفظ می کنند و رهایش کندتری از دارو اتفاق می افتد که مفیدتر است.

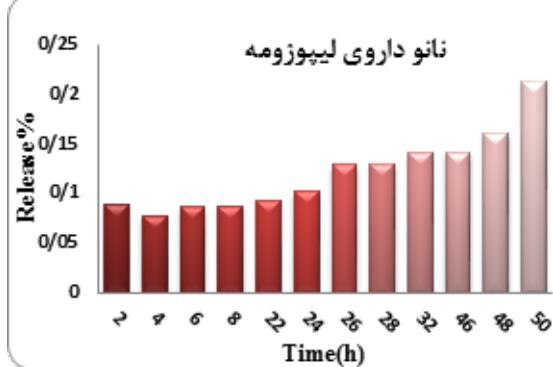

شکل ۳: رهایش پاکلی تاکسل از ترکیب نانولیپوزومه

Nano Daroo Liposomes

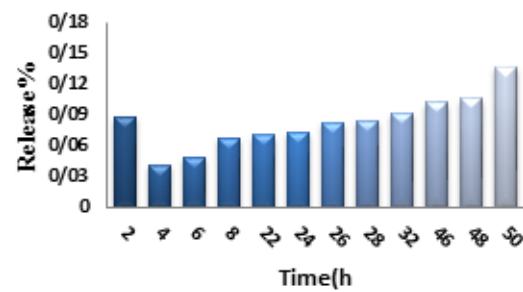

شکل ۴: رهایش پاکلی تاکسل از ترکیب نانولیپوزومه مغناطیسی

بحث

سرطان بیماری است که از تکثیر غیرطبیعی سلول های بدن شروع می شود. سرطان تخدمان به دلیل تشخیص دیرهنگام و عدم شیوه های درمانی مؤثر، از نظر تلفات در بین سرطان های زنان بیش ترین مرگ و میر را دارد. سازگاری مناسب خونی نانوذرات بارگذاری شده با دارو دارای اهمیت زیادی می

تازه های بیوتکنولوژی سلوی - مولکولی دوره ششم شماره بیست و چهار - پائیز ۱۳۹۵ ، سارا یوسفی علداشی و همکاران

مغناطیسی خارجی از علل کاربرد زیاد نانو ذرات مغناطیسی است. بررسی خواص حامل لیپوزومه مغناطیسی پاکلی تاکسل نشان داد که حامل مورد نظر می تواند به عنوان یک حامل کارآمد با تاثیرات بهتر پا به عرصه تولید و مصرف بگذارد.

سپاسگزاری

بدین وسیله از استادان گرانقدر جناب آقای پروفسور اکبرزاده و جناب آقای دکتر حیدری نسب و همکاران بخش پایلوت نانوبیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران سرکار خانم زهراء صفاری و مریم فرحنگ ضرایبی که در انجام این تحقیق ما را یاری نمودند، قدردانی می گردد.

منابع

1. A.A. Kuznetsov, V.I. Filippov, R.N. Alyautdin, N.L. Torshina, O.A. Kuznetsov, Application of magnetic liposomes for magnetically guided transport of muscle relaxants and anti-cancer photodynamic drugs, *J. Magn. Magn. Mater.* 225(2001) 95–100.
2. B.C. Dash, G. Réthoré, M. Monaghan, K. Fitzgerald, W. Gallagher, A. Pandit, The influence of size and charge of chitosan/polyglutamic acid hollow spheres on cellular internalization, viability and blood compatibility, *Biomaterials* 31 (2010). 8818-8197.
3. Benita, S. "MicroencapsulationMethods and Industrial Applications", 2nd Edition, USA: CRC Press, (2006).
4. Dobson, J. Magnetic nanoparticles for drug delivery. willy (11 MAY 2006)
5. E.A. Bender, M.D. Adorne, L.M. Colomé, D.S. Abdalla, S.S. Guterres, A.R. Pohlmann, Hemo-compatibility of poly(e-caprolactone) lipid-core nanocapsules stabilized with polysorbate 80-lecithin and uncoated or coated with chitosan, *Int. J. Pharm.* 426 (2012) 271–279.
6. G.A. Koning, A.M.M. Eggermont, L.H. Lindner, T.L.M. ten Hagen, Hyperthermia and thermo-sensitive liposomes for improved delivery of chemotherapeutic drugs to solid tumors, *Pharm. Res.* 27 (2010) 1750–1754
7. G. Glöckl, R. Herdt, M. Zeisberger, S. Dutz, S. Nagel, W. Weitschies, The effect of field parameters, nanoparticles properties and immobilization on the specific heating power in magnetic particle hyperthermia, *J. Phys. Cond. Matter* 18 (2006) S2935–S2950.
8. Hu, C.M. J., Aryal, S., Zhang, L. "Nanoparticle-assisted Combination Therapiesfor Effective Cancer Treatment", *Therapeutic Delivery*, Vol.1, pp. 323–334, (2010).
9. Jiang Z., Chen B., Xia G., Wu Q., Zhang Y., Hong T., Zhang W., Cheng J., Gao F., Liu L., Li X. and Wang X.: The reversal effect of magnetic Fe₃O₄ nanoparticles loaded with cisplatin on SKOV3/DDP ovarian carcinoma cells. *International Journal of Nanomedicine*. (2009) 4:107-114
10. Kim, J. E., Shin, J. Y. & Cho, M. H. Magnetic nanoparticles: an update of application for drug delivery and possible toxic effects. *Archives of Toxicology* 86, 685-700, (2012).
11. K. Tanaka, A. Ito, T. Kobayashi, T. Kawamura, S. Shimada, K. Matsumoto, T. Saida, H. Honda, Heat immunotherapy using magnetic nanoparticles and dendritic cells for T-lymphoma, *J. Biosci. Bioeng.* 100 (2005) 112–115.
12. Liu Y., Chen Z., Wang J.: Systematic evaluation of biocompatibility of magnetic Fe₃O₄ nanoparticles with six different mammalian cell lines. *J Nanopart Res.* 2010 Springer 1-14
13. M. Yoshida, M. Sato, Y. Yamamoto, T. Maehara, T. Naohara, H. Aono, H. Sugishita, K. Sato, Y. Watanabe, Tumor local chemohyperthermia using docetaxel-embedded magnetoliposomes: interaction of chemotherapy and hyperthermia, *J. Gastroenterol. Hepatol.* 27 (2012) 406–411.
14. Mozafari MR & Mortazavi SM. (Eds. *Nanoliposomes: From Fundamentals to Recent Developments*. Trafford Pub.Ltd,Oxford,UK. 2005
15. R. Massart, Preparation of aqueous magnetic liquids in alkaline and acidic media, *IEEE Trans. Magn.* 17 (1981) 1247–1248
16. Z.S. Al-Ahmady, W.T. Al-Jamal, J.V. Bossche, T.T. Bui, A.F. Drake, A.J. Mason, K.Kostarelos, Lipid-peptide vesicle nanoscale hybrids for triggered drug release by mild hyperthermia in vitro and in vivo, *ACS Nano* 6 (2012) 9335–9346