

بررسی خاصیت فتوکاتالیستی نانو دی اکسید تیتانیوم در جلوگیری از تغییر رنگ چوب صنوبر

یونس محمدنیا افروزی^{۱*}، اصغر امیدوار^۱، محمدرضا ماستری فراهانی^۱ و محراب مدهوشی^۲

۱) گروه حفاظت و اصلاح چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، گرگان، ایران.^{*} رایانه نویسنده
مسئول: younesmohamadnia@yahoo.com

۲) گروه فرآوردهای مرکب چوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، گرگان، ایران.

تاریخ پذیرش: ۹۰/۰۴/۲۸ تاریخ دریافت: ۹۱/۰۳/۲۸

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی خواص تجزیه نوری نانو دی اکسید تیتانیوم به وسیله تابش اشعه فرابنفش فرابنفش (UV) می باشد. در این مطالعه از نمونه های چوب صنوبر که به تابش اشعه فرابنفش حساس بوده و در اثر تابش این اشعه خورشیدی به اسانی تغییر رنگ خواهد داد، برای سنجش میزان تجزیه نوری استفاده شده است. این نمونه های چوبی با نانو دی اکسید تیتانیوم با سه غلظت ۰/۵، ۰/۷۵ و ۱ درصد اشباع شدند. سپس داخل دستگاه هوازدگی مصنوعی در بازه های زمانی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ ساعت تحت تاثیر شرایط تابشی اشعه فرابنفش قرار گرفته و تغییرات رنگی آنها با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تغییر رنگ در نمونه های اشباع شده با نانو دی اکسید تیتانیوم کمتر از نمونه های تیمار نشده بود، به گونه ای که اثر حفاظتی نانو دی اکسید تیتانیوم در برابر خسارت های اشعه فرابنفش بعد از این دوره زمانی به طور واضحی نسبت به نمونه های تیمار نشده قابل مشاهده بود. قهقهه ای شدن در نمونه های اشباع از نانو دی اکسید تیتانیوم به طور مشخص کم شد در حالی که این تغییر رنگ در همه نمونه های شاهد رخ داده بود. از این مشاهدات نتیجه گرفته شد که نانو دی اکسید تیتانیوم با خواص مقاومتی خود می تواند در فرمول بندی های مربوط به حفاظت چوب در برابر خسارت فرابنفش مورد استفاده قرار گیرد.

واژه های کلیدی: نانو دی اکسید تیتانیوم، فتوکاتالیستی، اشعه فرابنفش، فاز آناتاز، صنوبر.

مقدمه

کنترل نشاده ای از خود بروز می دهند که خواص آنها نیز با این کاهش اندازه تغییر خواهد کرد. سطح مخصوص بسیار بالای نانو ذرات منجر به ایجاد زمینه های کاربردی زیادی برای آنها شده است (Yeo & Jeong, 2003).

نانو دی اکسید تیتانیوم از اکسید های فلزی است که

عبور از مقیاس میکرو به نانو موجب افزایش نسبت مساحت سطحی به حجم می گردد. افزایش سطح با افزایش تعداد اتم یا مولکول های موجود توده نمونه در سطح باعث می گردد که واکنش پذیری نانو مواد به شدت افزایش یابد (Yeo & Jeong, 2003). مواد در مقیاس نانو، رفتار کاملاً متفاوت، نامنظم و

(Feist, 1992)، بنابراین جهت حفاظت چوب در برابر تغییر رنگ به خاطر اشعه فرابنفش باید از ایجاد رادیکال‌های برانگیخته شده توسط اشعه فرابنفش جلوگیری شود (Arnold et al, 1991). در تحقیقاتی که توسط Saha و همکاران (۲۰۱۰) صورت گرفت از نانو دی‌اکسید تیتانیوم به صورت پوشش سطحی در برابر اشعه فرابنفش استفاده شد. میزان تغییرات رنگ تمامی نمونه‌ها در زمانهای ابتدایی این ازمایش بالا بود، اما با افزایش زمان میزان تغییرات رنگ نمونه‌های تیمار شده با نانو ذرات اکسید تیتانیوم حفاظت بیشتری را نسبت به دیگر نمونه‌ها ایجاد کرد.

Rassam و همکاران (۲۰۱۱) از پوشش نانو ذرات اکسید تیتانیوم که به روش سل-ژل برای حفاظت سطح چوب از اشعه فرابنفش استفاده کردند که نتایج حاصل از طیفسنجی مادون قرمز آنها حاکی از کاهش تخریب لیگنین و کربونیل نمونه‌های پوشش داده شده در مقایسه با نمونه‌های بدون پوشش بود. همچنین نانو اکسید روی با اندازه ذرات بین ۵ تا ۷ نانومتر و شدیداً بلوری، تابش در ناحیه مرئی نور خورشید را به خود جذب می‌کند (Kumar & Sahu, 2010). گزارشات اخیر در مورد نانو اکسید روی بهبود ثبات رنگی این نانوماده را به صورت پوشش‌دهنده با جلوگیری از نفوذ اشعه فرابنفش نشان داد (Clausen et al, 2010; Gayen et al, 2005).

Clausen et al, 2011). قابلیت ویژه نانو اکسید روی آن را به ماده مفیدی در محصولات ضدافتاده تبدیل کرده است (Clausen et al, 2010). اهمیت ویژه این ماده، توانایی در جذب UVA و UVB همراه با پراکنده‌گی نور توسط ذرات نانو اکسید روی می‌باشد (Hegdus et al, 2008).

این پژوهش در واقع بر این فرض استوار است که با اشبع چوب با نانو دی‌اکسید تیتانیوم و نفوذ این ماده در لایه‌ها و دیواره سلولی، با افزایش سطح تماس

کاربردهای زیادی در زندگی روزمره دارد. این ماده پودر سفید رنگی با سه فاز کریستالی آناتاز، روتایل و بروکیت است که به عنوان رنگدانه سفید در صنعت استفاده می‌شود. نانو دی‌اکسید تیتانیوم خواص دی‌اکسید تیتانیوم با قابلیت و اثرکنندگی بیشتر را دارا بوده و فعالیت فتوکاتالیستی آن به دلیل اندازه کوچک و افزایش نسبت سطح به حجم در این مقیاس می‌تواند افزایش یابد (Sawhney & Condon, 2008). شکاف انرژی (گاف انرژی)^۱ بین بالاترین تراز الکترونی پر شده و پایین ترین تراز الکترونی پرنشده نوع آناتاز در حدود ۳/۲ الکترون ولت است که می‌تواند نور فرابنفش را جذب و تجزیه کند (Armelao et al, 2007). فاز آناتاز نانو دی‌اکسید تیتانیوم با دارا بودن این گاف انرژی فعالیت فتوکاتالیستی مناسب‌تری نسبت به دیگر فازهای این ماده داشته و در صنایع مربوط به تصفیه پساب و پوشش لایه‌های مختلف برای جلوگیری از تاثیر اشعه فرابنفش کاربرد دارد (Julson & Ollis, 2006).

Armelao et al, 2007). بنابراین نانو دی‌اکسید تیتانیوم با ممانعت از عبور اشعه فرابنفش می‌تواند در جذب و تجزیه نور فرابنفش در کرم‌های ضد افتاده استفاده شود (Wong et al, 2005; Walid et al, 2005).

Marsh & Riley, 2009).

سطح چوب در برابر عوامل مخربی مانند تابش نور خورشید (اشعه فرابنفش و نور مرئی) بسیار آسیب‌پذیر است. حفاظت چوب با نانو مواد می‌تواند پیشرفت با اهمیت و چشمگیری در راستای دوام، عملکرد و حفظ ظاهر زیبای چوب داشته باشد. رادیکال‌های آزاد در اثر تابش اشعه فرابنفش با اکسیژن واکنش داده و گروههای رنگی کربونیل و کربوکسیل را تولید می‌کنند (Hon & shiraishi, 1991).

^۱ Band Gap

سلولی پر از مواد حفاظتی) مطابق با استاندارد امریکایی انجمن حفاظت چوب E10-08 برای آزمون حفاظت چوب اشیاع شدند. از نمونه های تیمار نشده به عنوان نمونه های شاهد استفاده گردید.

این نانو ماده و خاصیت تجزیه نوری که از خود بروز می دهد، مانع از تماس و اثر اشعه فرابنفش به مواد چوبی می شود، ضمن اینکه از تغییر رنگ چوب جلوگیری کرده و یا تغییرات اندکی را بر آن پدید می آورد.

تابش اشعه فرابنفش

نمونه ها پس از اشباعیت با نانو دی اکسید تیتانیوم در داخل دستگاه هوازدگی مصنوعی قرار داده شدند (شکل ۱). به دلیل اینکه هدف از این مطالعه تنها بررسی اثر فتوکاتالیستی این نانو ماده و تاثیر حفاظتی آن بر روی چوب بود، اسپری اب دستگاه متوقف و سیستم گرمایشی نیز خاموش شد تا تنها تاثیر اشعه فرابنفش بر نمونه ها اعمال شد. اشعه فرابنفش که بر نمونه ها تاییده شد از نوع UVA با طول موجی در محلوده ۳۲۰ تا ۴۰۰ نانومتر بود. نمونه ها در داخل دستگاه هوازدگی به گونه ای چیده شدند که تنها یک سطح از آن در تماس با اشعه فرابنفش قرار داشتند. اشعه فرابنفش با توجه به هدف مطالعه در بررسی تاثیر زمان تشعشع بر چوب صنوبر در بازه های زمانی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ ساعت بر نمونه ها تاییده شد. تغییر رنگ نمونه ها سپس با اتمام هر مرحله زمانی اندازه گیری شد، تا اثرات تجزیه نوری این ماده در نمونه های تیمار شده با افزایش زمان به دست آید.

مواد و روش ها تهیه نمونه آزمونی

تعداد ۲۴ نمونه چوب صنوبر با اندازه ابعاد $3 \times 50 \times 50$ میلی متر (به ترتیب طولی، مماسی و شعاعی) برای هر آزمون آماده تهییه و به مدت ۲۴ ساعت در اون در حرارت 103 ± 3 درجه سانتی گراد خشک گردیدند. سپس نمونه ها برای معادل سازی در اتاق کلیماتیزه (بار طوبت نسبی ۶۵ درصد و دما ۲۰ درجه سانتی گراد) پیش از اشیاع شدن با دی اکسید تیتانیوم قرار داده شدند.

اشیاع نمودن با نانو دی اکسید تیتانیوم

نمونه های چوب صنوبر پس از فرایند معادل سازی، با نانو دی اکسید تیتانیوم با اندازه ذرات ۲۰ نانومتر اشیاع شدند. برای این منظور ابتدا سوسپانسیونی از نانو دی اکسید تیتانیوم با غلظت های $0/۵$ ، $۰/۷۵$ و ۱ درصد هر یک با شش تکرار آماده شد. سپس نمونه ها با استفاده از روش سلول پر (حفره



شکل ۱. دستگاه هوازدگی مصنوعی (اختراع ثبت شده دکتر محمد رضا ماستری فراهانی)

شده با نانو دی اکسید تیتانیوم در مقایسه با نمونه های
تیمار نشده که بدون تیمار در معرض اشعه فرابینفش
قرار داده شدن را در بر داشته است، به گونه ای که
سطح نمونه های تیمار شده شفافیت بیشتری نسبت به
نمونه های تیمار نشده دارا بودند (شکل ۲).

تجزیه تحلیل آماری بر اساس آزمون فیشر نیز حاکی از اختلاف معنی دار بین نمونه های تیمار شده و نمونه های شاهد داشت. در نمونه های تیمار شده نیز فقط بین غلطت های ۱ و ۰/۷۵ درصد در دوره زمانی ۱۰۰ ساعت اختلاف معنی داری ایجاد نشده بود. همچنین در مقایسه بصری تغییرات سطحی نمونه های تیمار شده و نمونه های تیمار نشده می توان به وضوح پر زدار شدن نمونه های تیمار نشده را مشاهده نمود که حاصل تخریب در اثر اشعه فرابینفش می باشد. این در حالی است که در نمونه های تیمار شده مخصوصا در غلطت ۱ درصد چندان قابل مشاهده نمی باشد.

با توجه به اینکه در این تحقیق قارچ‌ها برخلاف هوازدگی طبیعی (که نمونه‌ها به سمت خاکستری شدن پیش می‌روند) تاثیرگذار نیستند، نمونه‌ها به سمت قهوه‌ای شدن می‌نمود.

قهوه‌ای شدن به طور معنی‌داری در نمونه‌های تیمار شده با نانو دی‌اکسید تیتانیوم به ویژه در غلظت‌های بالاتر کاهش یافت، هر چند که به طور کامل برطرف نشد. تغییرات رنگ نیز به آرامی در همه نمونه‌های تیمار شده رخ داد.

در نمونه‌های تیمار شده با غلظت ۰/۵ درصد نانو دی‌اکسید تیتانیوم تغییرات رنگی واضح‌تری نسبت به نمونه‌های با غلظت بالاتر روی داده بود (جدول ۱)، به طوری که میزان شفافیت و روشنایی سطحی نمونه‌ها با افزایش غلظت به نحو مطلوب‌تری حفظ شده بود. همچنین اثر غلظت بیشتر با افزایش زمان نمایان شد و اختلاف کم بین غلظت‌ها با افزایش زمان از ۱۰۰ ساعت به ۴۰۰ ساعت بیشتر شد و میزان تغییر

سنچش رنگ

تغییرات رنگ سطح نمونه از طریق کنترل بصری و فتوگرافی با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری رنگ ISO-4287-2 (اسپیکتروفوتومتر) مطابق با استاندارد ISO-4287-2 ارزیابی شد. پارامترهای L^* , a^* و b^* را قبل و بعد از هوازدگی برای محاسبه تغییر رنگ نمونه‌های تیمار شده و نشده اندازه‌گیری نموده و سپس تغییر رنگ با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:

$$\Delta E^* = \left(\Delta l^{*2} + \Delta a^{*2} + \Delta b^{*2} \right)^{1/2}$$

که در معادله فوق، l^* نشان‌دهنده میزان روش‌سنجی است که مقدار آن از صفر برای سیاه تا صد برای سفید در نوسان بود، a^* مختصات رنگ‌پذیری (a^*, b^*) برای قرمز، $-a^* - b^*$ برای سبز، $b^* + a^*$ برای زرد، Δa^* و Δb^* به ترتیب برابر تغییرات a^* و b^* قبل و بعد از هوازدگی بودند.

تجزیه و تحلیل آماری


تحلیل آماری داده‌های به دست آمده پس از انجام آزمون هوازدگی و استخراج با استفاده از نرم افزار SPSS پذیرفته و توسط آنالیز واریانس فیشر اختلاف هر یک از پارامترها و معنی‌دار بودن در سطح ۵ درصد تعیین شد.

نتائج

آزمون تغییر رنگ به سبب تابش اشعه فرابنفش در نمونه‌های تیمار شده و نشده با نانو دی‌اکسیدتیتانیم در طول این مطالعه بر طبق پیش‌نویس PREN927-6 (CEN2004) انجام شد. بر طبق این استاندارد انرژی انتقال یافته به نمونه‌ها در طول موج ۳۲۰ تا ۴۰۰ نانومتر که پیک آن بر روی ۳۴۰ نانومتر است، حدود ۴۰۰ کیلوگرم بر مترمربع بود. به طور کلی تابش اشعه فرابنفش تغییر رنگ کمتری برای نمونه‌های تیمار

غلظت ۱ درصد بهترین عملکرد در بهبود مقاومت به تغییر رنگ را از خود نشان داد.

پارامترهای رنگی و درنهایت تغییر رنگ از ۰/۵ تا ۱ درصد به طور محسوسی کاهش داشت. به عبارت دیگر نمونه‌های تیمار شده با نانو دیاکسید تیتانیم با

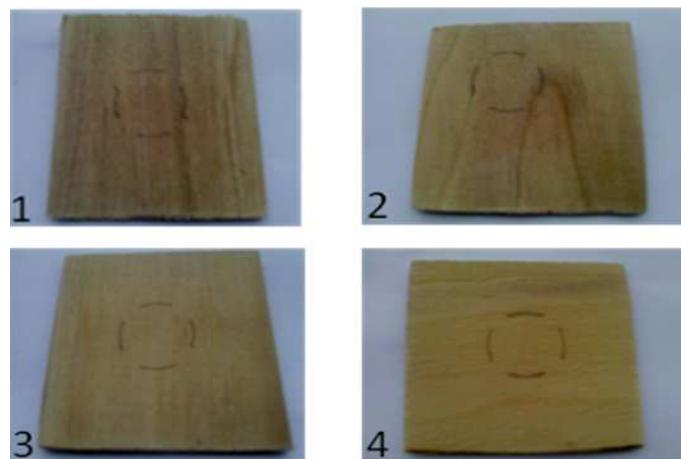

شکل ۲. نمونه‌ها پس از ۴۰۰ ساعت هوازدگی مصنوعی: (۱) نمونه شاهد، (۲، ۳ و ۴) به ترتیب نمونه‌های با غلظت ۰/۵، ۰/۷۵ و ۱ درصد نانو دیاکسید تیتانیوم.

جدول ۱. تغییرات رنگ چوب صنوبر اشیاع شده با نانو دیاکسید تیتانیوم بعد از تابش اشعه فرابنفش. اعداد داخل پرانتز درصد انحراف از استاندارد بوده و به ترتیب DE: تغییر رنگ، Db: تغییر درجه زرد و آبی بودن، Da: تغییر درجه قرمز و سبز بودن، DL: تغییر روشابی می‌باشد.

۱۰۰ ساعت				۲۰۰ ساعت				۴۰۰ ساعت				
DL*	Da*	Db*	DE*	DL*	Da*	Db*	DE*	DL*	Da*	Db*	DE*	
-۲۹/۷۸ (۷/۹۶)	۱/۷۲ (۲/۳۳)	-۵/۲۶ (۱/۰۷)	۳۰/۲۸ (۳/۸۵)	-۲۳/۹۱ (۰/۰۵)	-۲/۶۳ (۱/۲۹)	-۳/۷۶ (۲/۰۱)	۲۴/۳۴ (۰/۶۶)	-۸/۶۰ (۲/۳۱)	-۳/۱۴ (۲/۲)	۰/۱۸ (۱/۷۱)	۹/۱۵ (۳/۸۴)	شاهد
-۱۲/۸۹ (۴/۲۹)	-۲/۳۷ (۰/۸۱)	-۳/۷۷ (۲/۰۶)	۱۳/۶۱ (۴/۷۶)	-۷/۷۶ (۳/۸۵)	-۰/۳۲ (۱/۰۳)	-۲/۷۵ (۲/۰۲)	۸/۲۳ (۴/۱۵)	-۴/۱۳ (۲/۴۰)	۰/۰۷ (۰/۳۸)	۱/۰۷ (۱/۲۹)	۴/۳۰ (۱/۹۲)	۰/۵ درصد نانو دیاکسید تیتانیوم
-۹/۶۵ (۲/۲۳)	-۱/۰۴ (۰/۷۱)	-۲/۳۲ (۱/۷۸)	۹/۹۷ (۲/۷۹)	-۴/۳۴ (۲/۷۷)	-۰/۷۰ (۰/۷۷)	-۱/۶۶ (۱/۸۰)	۴/۶۹ (۳/۰۲)	-۱/۹۵ (۱/۲۲)	۰/۰۹ (۰/۳۲)	۱/۷۲ (۱/۵۲)	۲/۷۴ (۰/۸۰)	۰/۷۵ درصد نانو دیاکسید تیتانیوم
-۷/۰۶ (۳/۴۱)	۰/۲۰ (۱/۲۷)	-۱/۲۸ (۱/۰۱)	۷/۱۷ (۳/۵۲)	-۳/۵۴ (۴/۰۴)	۰/۷۱ (۱/۴۵)	۰/۳۲ (۱/۲۰)	۳/۶۲ (۳/۳۳)	-۰/۶۶ (۱/۹۴)	۱/۰۷ (۱/۱۱)	۲/۱۸ (۰/۸۱)	۲/۵۱ (۰/۷۵)	۱ درصد نانو دیاکسید تیتانیوم

بحث و نتیجه‌گیری

نانو دی‌اکسید تیتانیوم تاثیر فوق العاده‌ای در محصولات ضد آفات برای جلوگیری از اشعه فرابنفش دارد که ممکن است عملکرد مشابهی در حفاظت از چوب در برابر اشعه فرابنفش خورشیدی داشته باشد. این ماده به دلیل جذب قوی اشعه فرابنفش می‌تواند به عنوان محافظت کننده در برابر اشعه فرابنفش استفاده شود (Yu et al, 2010).

لیگنین حدود ۸۰-۹۰ درصد اشعه فرابنفش که به چوب تابیده می‌شود را جذب کرده و سبب تولید رادیکال‌های آزاد می‌شود (Norrstrm, 1969). رادیکال‌های آزاد با اکسیژن واکنش داده و گروه‌های رنگی کربونیل و کربوکسیل را تولید می‌کنند، که این گروه‌ها مسئول تغییر رنگ چوب هستند و باعث تیرگی سطح چوب می‌شوند (Hon & shiraishi, 1991; Dirckx et al, 1992; Hon & Feist, 1992). کاهش قابل توجه تغییر رنگ در اثر اشعه فرابنفش نسبت به نمونه‌های تیمار شده می‌تواند به دلیل خاصیت جذب و تجزیه نوری فاز آناتاز نانو دی‌اکسید تیتانیوم باشد (Armelao et al, 2007) که در نتیجه از تاثیر اشعه فرابنفش بر لیگنین و تخریب آن جلوگیری می‌کند.

نفوذ اشعه فرابنفش در چوب در حدود ۷۵ میکرومتر از سطح چوب می‌باشد (اختری و عارف خانی، ۱۳۸۹). بنابراین واکنش انجام شده اثری سطحی داشته و تنها موجب تغییر رنگ سطوح چوب شده است. مطالعه در این زمینه توسط محققان زیادی و با استفاده از روش‌های مختلفی انجام شده است، هرچند که تحقیقات چندانی در زمینه استفاده از نانو مواد برای مقابله صورت نگرفته است. Saha و همکاران (۲۰۱۰) در استفاده از نانو دی‌اکسید تیتانیوم به صورت پوشش سطحی در برابر اشعه فرابنفش به نتایج مشابهی رسیدند، اگرچه مشکل تثبیت نانو

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی گرگان به خصوص خانم جلالی به دلیل کمک‌های ایشان در انجام تحقیق کمال تشکر را دارند.

- Hegedus, C., Pepe, F., Lindenmuth, D. and Burgard, D.J. (2008) Zinc Oxide Nanoparticle Dispersions as Unique Additives for Coatings. *Journal Coating Technology*(JCT), 5(4): 42–52.
- Hon, D.N.S. and shiraishi, N. (1991) Wood and cellulosic chemistry. Marcel Dekker Incorporated. Inc New York (USA), 1020 p.
- Hon, D.N.S. and Feist, W.C. (1992) Hydroperoxidation in photo irradiated wood surfaces. *Wood Fiber Science*, 24 (4): 448-455.
- ISO 4287-2: 1984 Surface Roughness-Terminology-Part 2: Measurements of Surface Roughness Parameters. Geneva: International Organisation for Standards.
- Julson, A.J., Ollis, D. F. (2006) Kinetics of dye decolorization in an air-solid system. *Applied Catalysis B-Environmental*, 65 (3): 315-325.
- Kumar, M. and Sahu, S.S. (2010) Zinc Oxide nanostructures synthesized by Oxidization of Zinc. A thesis for the degree of Bachelor of Technology in Metallurgical & Materials Engineering. National Institute of Technology Rourkela, 37p.
- Marsh, D.H., Riley, D.J. and York, D. (2009) Sorption of inorganic nanoparticles in woven cellulose fabrics. *Particuology Journal*, 7(2): 121-128.
- Norrstrm, H. (1969) Light absorbing propertise of pulp and pulp components. *Svensk Papperstidning*, 72(2):25-31.
- Rassam, G., Abdi, Y. and Abdi, A. (2011) Deposition of tio₂ nano- particles on wood surfaces for UVand moisture protection. *Journal of Experimental Nanoscience*, 7(4): 1-9.
- Saha, S., Kocae, D., Sarkar, D. K., Boluk, Y. and Pichette, A. (2010) Effect of TiO₂-containing nano-coatings on the color protection of heat-treated jack pine. *Journal Coating Technology* (JCT), 8(2):183-190.
- Sawhney, A.P.S. and Condon, B. (2008) Effect of cotton pectin content and bioscouring on alkyl-dimethyl-benzyl-ammonium chloride adsorption. *Textile Research Journal*, 78(1): 60–72.
- Wong, Y.W.H., Yuen, C.W.M., Leung, M.Y.S., Ku, S.K.A. and Lam, H.L.I. (2006) Selected applicatin of Nanotechnology in Textiles. *Autex Research Journal*, 6(1):1-8

منابع

- اختری, م., عارف خانی, م. (۱۳۸۹) بررسی هوازدگی در چوب راش استیله شده با استفاده از طیف سنجی و میکروسکوپ الکترونی. *دو فصل نامه علوم چوب و کاغذ ایران*, ۲۵(۱): ۶۱-۶۸.
- American Wood Protection Association Standards. (2008) In: Ann. Book AWPA Stds E10-08. 364-372.
- Armelao, L., Barreca, D., Bottaro, G., Gasparotto, A., Maccato, C., Maragno, C. and Tondello, E. (2007) Photocatalytic and antibacterial activity of TiO₂ and Au/TiO₂ nanosystems. *Nanotechnology* (Bristol). 18 (7): 709-713.
- Arnold, M., Sell, J. and Feist, W.C. (1991) Wood weathering in fluorescent ultraviolet and xenon arc chambers. *Forest Forest Journal*, 41(2):40-44.
- Ayadi, N., Lejeune, F., Charier, F., Charier, B. and Merlin, A. (2003) Colour stability of heat treated wood during artificial weathering. *Holz als Roh- und Werkstoff Journal*- springer, 61(3): 221-226.
- Clausen, C.A., Green, F., Kartal, N.S. (2010) Weatherability and leach resistance of wood impregnated with Nano-Zinc Oxide. *Nanoscale Research*, 5(6):1464–1467.
- Clausen, C.A., Kartal, N.S., Arango, R.A. and Green, F. (2011) The role of particle size of particulate nano-zinc oxide wood preservatives on termite mortality and leach resistance. *Nanoscale Research*, 6(1):427-431.
- Dirckx, O., Tribolot-Trouy, M.C., Merlin, A. and Deglise, X. (1992) Modification de la couleur du bois d abies grandis expose a La lumiere solaire. *Annals of Forest Science*, 49(5): 425-447.
- Draft Document - Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 6: Exposure of wood coatings to artificial weathering using fluorescent UV and water. (2004) German version, PREN 927-6.
- Gayen, A., Prakash, A.S. and Hegde, M.S. (2005) Influence of cerium precursor on the size and solid solubility of transition metals in combustion synthesized Ce1-xMxO2-δ (M = Cu, Pd) nano crystallites: Enhancement of redox properties and catalytic activity. *Indian journal of chemistry*, 44(1): 34- 48.

- Yu, Y., Jiang, Z., Wang, G. and Song, Y. (2010) Growth of ZnO nanofilms on wood with improved photostability. *Holzforschung - International Journal of the Biology, Chemistry, Physics and Technology of Wood*, 63 (3): 385–390.
- Walid, A., Daoud, J., Xin, H., Zhang, Y., Kaihong, Qi. (2005) Surface characterization of thin titania films prepared at low temperatures. *Journal of Non-Crystalline Solids*, 351(16): 1486–1490.
- Yeo, S.Y. and Jeong, S.H. (2003) Fiber to Fabric Processability of Silver/Zinc-loaded Nanocomposite Yarns. *Journal of Materials Science*, 83(6): 2143– 2147.

Archive of SID

Photocatalyst Property of Nano-Titanium Dioxide to Prevent Color Change of Poplar (*Populus deltoides*) Wood

Younes Mohammadnia Afrouzi¹, Asghar Omidvar¹, Mohammadreza Masteri Pharahani¹ and Mehran Madhoshi²

- 1) Department of Wood Conservation and Breeding, Faculty of Forestry and Wood Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Gorgan, Gorgan, Iran. *Corresponding Author Email Address: younesmohamadnia@yahoo.com
- 2) Department of composite wood products, Faculty of Forestry and Wood Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Gorgan, Gorgan, Iran. *Corresponding Author Email Address: younesmohamadnia@yahoo.com

Abstract

This study was conducted to analyze optical properties of nano-titanium dioxide by radiation UV. In this study, is used to poplar samples for measure analyze optical that are sensitive to UV radiation and will be color change easily. The samples impregnated by nano titanium dioxide with three concentrations of 5/0, 75/0, and 1%. Then in artificial weathering system in time intervals of 100, 200 and 400 h placed in a condition which was applied only the UV radiation. Color changes measured using spectrophotometer. Results showed that in treated samples with nano titanium dioxide created little color change rather than untreated samples. So that the effect of nano titanium dioxide protective against UV damage after this period was clearly observable to untreated samples. Browning in samples that were impregnated with nano titanium dioxide, significantly reduced while the color change occurred in all control samples. Of this observations, concluded that nano titanium dioxide can be used in formulations for wood protection against UV damage.

Keywords: Nano titanium dioxide, photocatalysty, UV, anatase phase, poplar.