



## مطالعه حذف فتوکاتالیتیکی آنتی بیوتیک سفتریاکسون در محلول‌های آبی با استفاده از نانوذرات $TiO_2$ تحت تابش UV

میرعلی اکبر یاوری

دانشکده شیمی دانشگاه آتاتورک ترکیه، ترکیه

kia.ali.yavari@gmail.com

نسیم جباری

دانشکده علوم پایه دانشگاه کارادنیز تکنیک ترکیه، ترکیه

### چکیده

در این مقاله تخریب فتوکاتالیزوری آنتی بیوتیک سفتریاکسون در محلول‌های آبی شامل  $TiO_2$  تحت تابش نور UV گزارش شده است. هم‌چنین عوامل مؤثر بر واکنش فتوکاتالیزوری از جمله غلظت آنتی‌بیوتیک، غلظت  $TiO_2$  و مقدار pH مورد بررسی قرار گرفته است. برای پیگیری روند تخریب از اسپکتروفتومتری دو شعاعی UV/Vis بهره گرفته شده است. نتایج نشان دادند که شرایط بهینه برای تخریب آنتی‌بیوتیک سفتریاکسون با غلظت ۲۰۰ mg، مقدار ۶۰۰ mg از  $TiO_2$  و pH برابر ۵ هست. تحت تاثیر بهترین شرایط عملیاتی، تخریب کامل آنتی‌بیوتیک از محلول آبی در مدت ۹۰ دقیقه صورت می‌گیرد.


**کلیدواژه:** تخریب فتوکاتالیزوری، آنتی بیوتیک، سفتریاکسون،  $UV/TiO_2$

## مقدمه

افزایش جمعیت و پیشرفت سریع صنایع پزشکی و صنعتی با یک مشکل بسیار مهم تحت عنوان آلودگی محیط زیست همراه شده است. در این میان آنتی‌بیوتیک‌های حاصل از پساب‌های کارخانجات داروسازی و بیمارستان‌ها، به دلیل استفاده بسیار آن‌ها، سهم فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند. این ترکیبات با جذب شدن در زمین، به تدریج وارد آب‌های زیرزمینی و در نهایت آب آشامیدنی انسان‌ها می‌گردند [۱]. فرآیندهای فتوکاتالیزوری به‌عنوان یک جای‌گزین ساده و کم‌هزینه برای روش‌های متداولی همانند ازوناسیون و کلریناسیون برای حذف آلاینده‌ها (آنتی‌بیوتیک‌ها)، به‌طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است. به‌علاوه، عدم استعمال مواد سمی در این روش یکی از مزایای کاربرد آن برای حفظ محیط زیست هست [۲]. اساس واکنش‌های فتوکاتالیزوری به این ترتیب است که اگر ذرات نیمه رسانا با انرژی تابش بالاتر از انرژی شکاف-شان مورد تابش قرار بگیرند جفت الکترون پرنرژی و حفره تشکیل می‌شود که این جفت الکترون-حفره تولید شده با تولید رادیکال‌های آزاد، آغازگر واکنش‌های اکسیداسیون و احیا هستند که در نهایت منجر به معدنی‌سازی ترکیبات آلی آلاینده‌ها می‌گردد. یکی از مهم‌ترین نیمه‌رساناهای شناخته شده  $TiO_2$  هست، که یک نیمه‌رسانای ارزان‌قیمت، در دسترس، غیر سمی و با کارایی بسیار بالا است [۳،۴]. هدف از این تحقیق، تعیین شرایط مطلوب و بررسی تأثیر برخی از پارامترهای مؤثر بر تخریب فتوکاتالیزوری آنتی‌بیوتیک سفتریاکسون (غلظت آنتی‌بیوتیک، غلظت  $TiO_2$  و مقدار pH) هست.

## شرح آزمایش

محللول مادر آنتی‌بیوتیک به صورت هفتگی با غلظت  $1 \text{ gL}^{-1}$  تهیه گردید. برای بررسی سینتیک تخریب، غلظت‌های متفاوتی از سفتریاکسون و  $TiO_2$  تهیه و به مدت نیم ساعت در تاریکی قرار گرفت. سپس مخلوط حاصل در معرض تابش دهی لامپ UV (۱۵ W،  $\lambda_{\text{max}} = 254 \text{ nm}$ ) قرار گرفته و نمونه‌برداری با استفاده از یک سرنگ، در فواصل زمانی ۱۰ دقیقه انجام پذیرفت. غلظت آنتی‌بیوتیک، بعد از جداسازی فتوکاتالیزور از محلول، به‌وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر UV/Vis در طول موج ( $\lambda_{\text{max}} = 290 \text{ nm}$ ) اندازه‌گیری گردید.

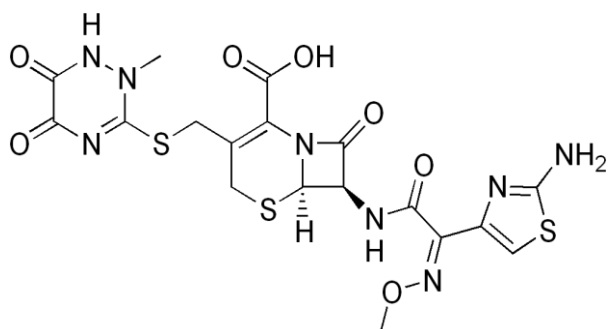


شکل ۱: ساختمان ملکولی آنتی‌بیوتیک سفتریاکسون

تأثیر غلظت  $TiO_2$ 

برای بررسی این پارامتر غلظت‌های متفاوتی از  $TiO_2$ -P25 (از ۲۰۰ تا ۶۰۰ mg) در شرایط غلظت  $200 \text{ mg}$  از آنتی‌بیوتیک و  $\text{pH} = 5/5$  مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان دادند که در میان غلظت‌های مورد بررسی، مناسب‌ترین شرایط برای تخریب  $600 \text{ mg}$  هست (شکل ۲).

گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده (شکل ۴)، pH مطلوب برای تخریب بهتر آلاینده برابر ۵ هست.

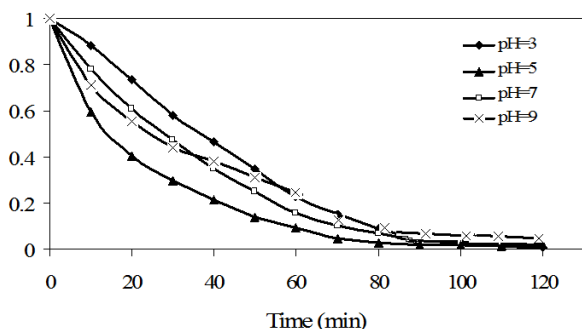


شکل ۴. تأثیر pH محلول بر روی واکنش فتوکاتالیتیکی

### یافته‌ها و بحث

به‌طور کلی کاربرد تصفیه فتوکاتالیزوری در تخریب آنتی-بیوتیک سفتریاکسون می‌تواند به عنوان یک موضوع جالب و فرآیند جایگزین در واحدهای مرسوم موجود، مطرح گردد. تخریب آنتی‌بیوتیک سفتریاکسون در محلول آبی به وسیله فتوکاتالیزور  $TiO_2$  تحت تابش دهی نور UV-C مطالعه گردید. نتایج این تحقیق بطور واضح نشان می‌دهد که کاتالیزور  $TiO_2$ -P25 در حضور نور UV بر تخریب آنتی‌بیوتیک سفتریاکسون مؤثر بوده و pH تأثیر مهمی بر سرعت فرآیند تخریب دارد. مکانیسم واکنش با مشارکت مستقیم حفره‌ها و رادیکال‌های هیدروکسیل ( $OH^\bullet$ ) اتفاق می‌افتد. بیش‌ترین تخریب در  $pH = 5$  به دست آمده است.

### مراجع

- [1] X.Wang, C Neff, E. Graugnard, Y. Ding, J.S. King, LA. Pranger, R. Tannenbaum, Z.L.Wang, C.Summars. Photonic crystals fabricated using patterned nanorod arrays. *Advanced Materials* 17 (2005) 2013.
- [2] D. Ramirez, H. Gomez, D. Lincot. Polystyrene sphere monolayer assisted electrochemical deposition of ZnO nanorods with controllable surface density. *Electrochemical Acta* 55(2010)2191.

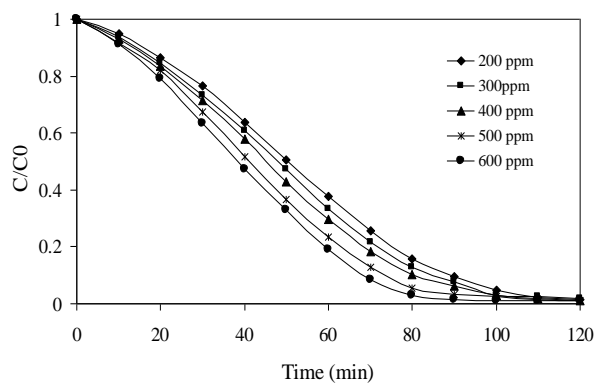


شکل ۲: تخریب فتوکاتالیزوری سفتریاکسون توسط غلظت‌های مختلف

فتوکاتالیزور  $TiO_2$

### تأثیر غلظت آنتی‌بیوتیک

غلظت‌های متفاوتی از آلاینده در محدوده ۲۰ تا ۶۰ mg، در شرایط ثابتی از دیگر پارامترهای عملیاتی (غلظت  $TiO_2$  برابر ۴۰ mg و  $pH=5/5$ ) مورد بررسی قرار گرفت. چنانچه از شکل ۳ معلوم می‌گردد با کاهش غلظت آلاینده آنتی‌بیوتیک، روند واکنش تخریب سریع‌تر می‌گردد.

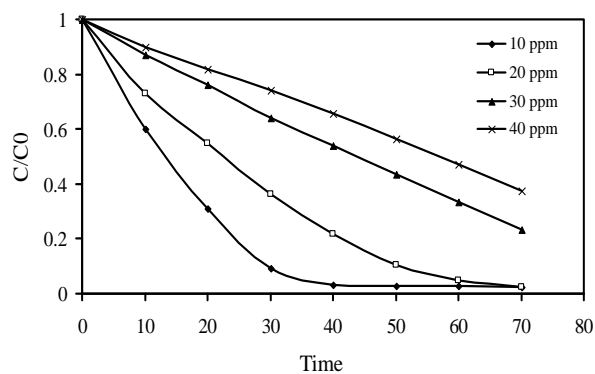

شکل ۳: تأثیر غلظت آنتی‌بیوتیک در شرایط مطلوب

### تأثیر pH

تحت شرایط ثابت از غلظت‌های آنتی‌بیوتیک و  $TiO_2$ ، واکنش تخریب فتوکاتالیتیکی آلاینده آنتی‌بیوتیک در pH‌های مختلف در محدوده ۳ تا ۹ مورد بررسی قرار

- [3] X. Ling, N. Jayaraju, C. Thambidurai, Q. Zhang, J.L. Stickney. Controlled electrochemical formation of GexSbyTez using atomic layer deposition (ALD). *Chemistry of Materials* 23(2011)1742.
- [4] B. N. IIIY. B. Ingham, M.P. Ryan. Effect of supersaturation on the growth of zinc oxide nanostructured films by electrochemical deposition. *Crystal Growth and Design* 10(2010) 1189.
- [5] X. Hu, Y. Masuda, T. Ohji, K. Kato. Dissolution-recrystallization induced hierarchical structure in ZnO: bunched roseline and core-shell-like particles. *Crystal Growth and Design* 10(2010)626.