

مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر فرآورده‌های میکروسیلیس بر روی خواص بتن سخت شده

احمد ملکی، استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران
فریدین اسماعیلی، کارشناس ارشد عمران-سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران

پست الکترونیک:

maleki_civil@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۹۵/۰۱/۲۵ تاریخ پذیرش نهایی: ۹۵/۰۳/۱۸

چکیده:

امروزه بتن به عنوان یکی از پرمصرفترین مصالح ساختمانی در جهان شناخته شده است. میکروسیلیس و فرآورده‌های آن در حال حاضر به عنوان یکی از بهترین مواد افزودنی معدنی بتن شناخته می‌شود. میکروسیلیس عمدهاً برای بهبود خواص بتن سخت شده به کار می‌رود. اگرچه تاکنون آزمایش‌های گوناگونی در مورد این موضوع انجام گرفته است ولی این مقاله در نظر دارد تأثیر دیگر فرآورده‌های سیلیس را بر روی خواص بتن سخت شده بررسی کند که شامل مقاومت فشاری، نفوذپذیری و ذوب-یخ‌بندان بتن سخت شده می‌باشد. در این راستا سه نسبت اختلاطی در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار گرفته است: نسبت اول بدون مواد افزودنی و با عیار ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب سیمان، نسبت اختلاط دوم با وجود ۱۰ درصد پودر میکروسیلیس و یک درصد فوق روان کننده و نسبت اختلاط سوم با ۱۰ درصد میکروژل. براساس کار آزمایشگاهی انجام یافته در این پژوهش و با جمع بندی نتایج خواص بتن سخت شده می‌توان بیان کرد، استفاده از پودر و ژل میکروسیلیس مقدار مقاومت فشاری را به ترتیب ۳۷,۵ و ۵۶ درصد افزایش داد. میزان نفوذ آب در مقایسه با نسبت اول، در نسبت دوم ۵۰ درصد افزایش یافته و در نسبت سوم ۲۵ درصد کاهش یافته است. نتایج نشان دهنده مطلوب بودن تأثیرات دراز مدت ژل میکروسیلیس بر کیفیت بتن سخت شده از جمله دوام آن است. در حالیکه پودر میکروسیلیس، تأثیر نامطلوبی بر میزان نفوذپذیری و ذوب-یخ‌بندان بتن داشت.

کلیدواژه‌گان: بتن، میکروسیلیس، نفوذپذیری، ذوب-یخ‌بندان سریع.

صورت پودر و یا به شکل محصولات مختلف ارائه شده، پودر، دوغاب و یا ژل میکروسیلیس، با مقایسه پارامترهایی نظیر آزمایش اسلامپ و درصد هوا انجام شده است. برای بررسی این موضوع با تعریف بتن شاهد بدون هرگونه افزودنی و بتن‌های نمونه با بکارگیری پودر میکروسیلیس و یا محصولات آن، پارامترهای عنوان شده در بالا که دارای خلا تحقیقاتی می‌باشند مورد مقایسه قرار گیرند. بنابراین، مطالعه‌ی آزمایشگاهی تأثیر

- مقدمه:

در سال‌های اخیر استفاده از میکروسیلیس و محصولات ارائه شده‌ی آن توسط شرکت‌های تولید کننده‌ی مواد شیمیایی ساختمان، پیشرفت روزافزونی در پروژه‌های عمرانی داشتند. در هر پروژه با توجه به اهداف مورد نیاز نظیر مقاومت فشاری بالا و یا دستیابی به بتن نفوذناپذیر و مقاوم در برابر بیخ‌زدگی، همچنین روانی و دمای بتن تازه، مقادیر متفاوتی از میکروسیلیس مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ادامه این تحقیق بررسی نحوه‌ی تأثیر استفاده از میکروسیلیس به

تهیه و ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی

در این قسمت ابتدا تهیه و ساخت نمونه‌های آزمایش و ۳ نسبت مورد مطالعه شرح داده شده سپس نتایج آزمایش‌های انجام شده بر روی خواص بتن سخت شده به طور مجزا شرح داده شده است. با توجه به مشخصات و انتظاراتی که وجود دارد، مصالح سنگی با نسبت‌های اختلاط مندرج در جدول ۱، در تهیه‌ی بتن، مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بر همین اساس مخلوطهای آزمایشی با توجه به مقادیر وزنی مواد متشکله بتن که با توجه به محاسبات طرح به دست آمداند [۵]، تهیه و به منظور انجام آزمایش‌های لازم، نمونه‌گیری از مخلوط بتن تازه به تعداد کافی انجام گردید. در ساخت نسبت دوم از ده درصد پودر میکروسیلیس به همراه یک درصد فوق روان کننده و در نسبت سوم از ده درصد ژل میکروسیلیس استفاده شده است. ضمناً وزن های مصالح تشکیل دهنده در یک متر مکعب بتن در جدول شماره ۲ ارائه گردیده است. اندازه‌گیری مشخصات فیزیکی نمونه‌ها طبق استاندارد ASTM C39:2012 انجام شده که شامل: ابعاد، وزن، حجم، سطح و وزن مخصوص بتن سخت شده است. این استاندارد، شکل، ابعاد و روداری ساخت آزمونه‌های بتی به شکل مکعب، استوانه و منشور و قالب‌های لازم برای تولید آنها را مشخص می‌کند. ابتدا، برای تعیین مقاومت فشاری نمونه‌های بتن سخت شده در سنین مختلف، مقاومت نمونه‌ها با استفاده از دستگاه بارگذاری هیدرولیکی از نوع دیجیتال تمام اتوماتیک انجام پذیرفته و محدوده سرعت بارگذاری طبق استاندارد ۲۰۱۲ ASTM C39:2012 بین $۰/۰\pm ۰/۵$ مگاپاسکال در ثانیه می‌باشد. در آزمایش نفوذپذیری بتن سخت شده، مقدار عمق و نفوذ آب در بتن بر اساس زمان و فشار معین تحت فشار ۱۰ بار و میزان آب وارد شده اندازه‌گیری می‌شود. در آزمایش ذوب و یخ‌بندان، نمونه‌های تهیه شده طبق روش B استاندارد ASTM C666 در درون دستگاه سرد کننده به حالت بخ زدگی برده می‌شود و سپس در درون آب گرم قرار می‌گیرند تا مرحله آب شدن را طی کنند. در هر روز به تعداد ۳ چرخه عمل بخ زدگی و ذوب بخ انجام شد. پس از اینکه تعداد چرخه‌های آزمایش به انتهای رسید مقدار کاهش وزن نمونه‌ها و افت مقاومت اندازه‌گیری می‌شود. این آزمایش جزو آزمایش‌های دوام بتن بوده و بر مبنای کاهش مدول دینامیکی در اثر سیکل‌های بخ زدن و آب شدن، فاکتور دوام محاسبه می‌شود.


جدول ۱- نسبت‌های اختلاط کلی مصالح سنگی در طرح

مشخصات نمونه	درصد اختلاط وزنی مصالح سنگی
ماسه	۴۴
شن ریزدانه	۳۹
شن درشت دانه	۱۷

فرآوردهای مختلف سیلیس بر روی خواص بتن سخت شده و دستیابی به بهترین گزینه در بین افزودنی‌های متفاوت میکروسیلیس عنوان هدف اصلی این مقاله می‌باشد.

تحقیقات پیشین

در تحقیقی، تأثیر میکروسیلیس و پودر سنگ آهک بر مقاومت فشاری بتن با مقاومت بالا مورد بررسی قرار گرفته است. در فاز آزمایشگاهی این تحقیق، ۸۱ نمونه مکعبی به ابعاد $۷۰\ast ۷۰\ast ۷۰$ میلی‌متر با ۲۷ طرح اختلاط ساخته شد [۱]. در مقاله‌ای دیگر در سال ۱۳۸۳، ابتدا کاربرد میکروسیلیس در بتون حجیم مطرح شده و سپس اشاره‌ای به مزیت‌های کاربرد الیاف فولادی در بتون حجیم شده و در انتهای نیز برای اجرای بتون حجیم روش بتون پیشنهاد گردیده که کاهش هزینه‌ها، رفع مشکل حرارت زائی، اینمی بیشتر و افزایش کیفیت بتون حاصله به همراه سهولت اجرا، از مزایای این روش بتون ریزی می‌باشد [۲]. آقای خزانی و همکارانش در سال ۱۳۹۱ در مقاله‌ای تأثیر افزایش دمای اولیه بر نفوذ یون کلر و ریز یون ساختار بتون‌های حاوی میکروسیلیس را بررسی کردند. نتایج آزمایش‌های خودگی نشان داد که در دمای بالا مقاومت بتون در برابر خودگی کاهش یافته و نفوذ یون کلر افزایش پیدا می‌کند. در حالیکه با افزوده شدن میکروسیلیس به طرح، مقاومت الکتریکی افزایش و نفوذ یون کلر در نمونه‌ها کاهش پیدا می‌کند [۳]. در تحقیق دیگری، مشخصه‌های ترک بتون سبک سازه‌ای حاوی میکروسیلیس بصورت آزمایشگاهی و آماری بررسی شده است که در مععرض دمای بالا قرار گرفته بودند. بعد از گرم کردن آنها به ترتیب با دماهای ۲۰۰ ، ۴۰۰ و ۸۰۰ درجه سانتیگراد، مقاومت فشاری آنها مشخص شده است. بر اساس تحلیل و آزمایش نمونه‌ها، شدت دما بعنوان پارامتر مؤثر بر روی مقاومت فشاری و مشخصه‌های ترک مشخص شد. در شکل ۱ الگوی ترک یکی از نمونه‌های آزمایش شده در این تحقیق نشان داده شده است [۴].

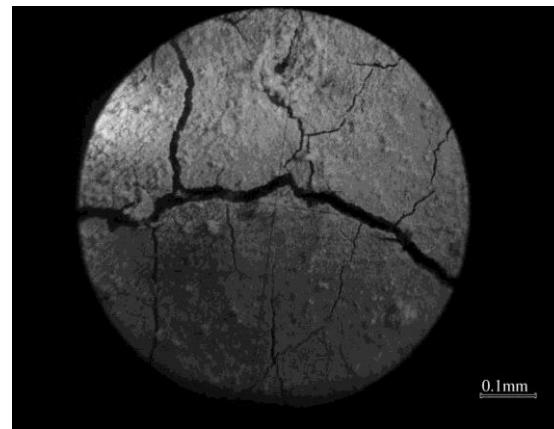

شکل ۱- مدل ترک بتون (LW 400 S30) در دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد [۴]

جدول ۲- وزن های مصالح تشكیل دهنده 1m^3 بتن تازه در حالت اشیاع مصالح سنگی با سطح خشک (به روش وزنی)

عنوان	شن درشت kg	شن ریز kg	ماسه kg	سیمان تیپ ۲ kg	بودر میکروسیلیس kg	ژل میکروسیلیس kg	فوق روان کننده kg	آب اختلاط kg
نسبت ۱	۳۲۸	۸۷۶	۸۷۶	۳۵۰	---	---	---	۱۷۸
نسبت ۲	۳۲۸	۸۷۶	۸۱۶	۳۵۰	۳۵	---	۳۸۵	۱۸۵
نسبت ۳	۳۲۸	۸۷۶	۹۴۵	۳۵۰	---	۳۵	---	۱۳۵

۲-۴- بررسی تاثیر فرآوردهای میکروسیلیس بر نفوذ

پذیری بتن سخت شده

در این قسمت، آزمایش نفوذپذیری تحت فشار آب (شکل ۳) مطابق استاندارد CRD C48 برای نمونه های ساخته شده با نسبت های اختلاط ۴ انجام شده که نتایج حاصله در جدول ۴ آمده است. با توجه به جدول ۴ مشهود است که استفاده از پودر میکروسیلیس در اختلاط بتن، میزان نفوذ آب را نسبت به حالت بدن مواد افزودنی در حدود ۲ میلی متر یا ۵۰ درصد افزایش داده در حالیکه با استفاده از ژل میکروسیلیس میزان نفوذ آب به مقدار ۱ میلی متر یا ۲۵ درصد کاهش می یابد. بنابراین ژل میکروسیلیس تاثیر مناسبی بر روی میزان نفوذ آب دارد.

آزمایش های انجام شده بر روی بتن سخت شده

۱-۴- بررسی تاثیر فرآوردهای میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن سخت شده

متداولترین آزمایش از بین کلیه آزمایشات بتن سخت شده، آزمایش مقاومت فشاری می باشد. در این بخش برای تعیین مقاومت فشاری، ابتدا بتن تازه در قالب های استوانه ای همانند شکل ۲ ریخته شده و بعد از عمل آوری آنها در آزمایشگاه، نتایج آزمایش آنها توسط جک فشاری به صورت جدول ۳ لیست شده است، که مقاومت فشاری نسبت دوم در حدود ۳۷,۵ درصد و نسبت سوم در حدود ۵۶ درصد در مقایسه با نسبت اول افزایش یافته است. بنابراین ژل میکروسیلیس بیشتر از پودر آن باعث افزایش مقاومت فشاری بتن شده است.

جدول ۴- نتایج آزمون نفوذپذیری بتن طبق استاندارد CRD-C48

مشخصات نمونه	بر نمونه (bar)	فرشار آب وارد (bar)	زمان تحت بار نمونه (روز)	میزان نفوذ آب (mm)
نسبت اول	۷	۷	۷	۴
نسبت دوم	۷	۷	۷	۶
نسبت سوم	۷	۷	۷	۳

۳-۴- بررسی تاثیر فرآوردهای میکروسیلیس بر مقاومت بتن در برابر ذوب و یخ‌بندان

در این آزمایش، نمونه ها طبق استاندارد ASTM C666 و در درون دستگاه سرد کننده به حالت بخزندگی بوده می شود و سپس در درون آب گرم قرار می گیرند تا مرحله آب شدن را طی کنند. پس از اینکه تعداد چرخه های آزمایش به انتهای رسید مقدار کاهش وزن نمونه ها و افت مقاومت اندازه گیری می شود. مقایسه ای بین هر سه نسبت در ۱۰ فرکانس برای سیکل های صفر، ۳۶، ۷۳، ۱۰۹، ۱۴۶، ۱۸۲، ۲۱۷، ۲۵۲ و ۳۰۰ انجام شده که در شکل های ۳ تا ۶ نمونه های بتی به ترتیب در سیکل های صفر، ۱۰۹، ۲۱۷ و ۳۰۰ نشان داده شده و سپس در جداول ۵ تا ۷ و متحنی های ۷ تا ۹ نتایج آزمایش تعیین مقاومت بتن در برابر ذوب و یخ‌بندان در سیکل ها لیست شده است.



شکل ۲- نمونه برداری از بتن برای آزمایش بتن سخت شده

جدول ۳- مقاومت فشاری نمونه استوانه ای برای همه نسبت ها

عنوان	میانگین مقاومت فشاری سه نمونه بر حسب kg/cm^2	نسبت آب به سیمان
نسبت اول	۲۹۳	۰,۵۱
نسبت دوم	۴۰۳	۰,۴۸
نسبت سوم	۴۵۷	۰,۳۵



شکل ۵- نمونه بعد از صفر سیکل در نسبت‌های اول، دوم و سوم



شکل ۳- نمونه بعد از صفر سیکل در نسبت‌های اول، دوم و سوم



شکل ۶- نمونه بعد از ۳۰۰ سیکل در نسبت‌های اول، دوم و سوم



شکل ۴- نمونه بعد از ۱۰۹ سیکل در نسبت‌های اول، دوم و سوم

دو نسبت دیگر، زودتر دچار ریزش لبه‌ها شده و در نهایت در لبه‌های آن افتادگی، پریدگی و زبری رخ داده است.

در حالت کلی، مهمنترين پارامتر مورد بررسی در اين آزمایش، مدول الاستیستیته‌ی دینامیکی نسبی P_n می‌باشد که مقدار آن در سیکل ۳۶ برای نسبت‌های اول، دوم و سوم به ترتیب برابر $98, 99$ و 99 و در سیکل ۳۰۰ برابر $72, 72$ و 84 می‌باشد که به ترتیب در حدود $48, 48$ و 45 درصد نسبت به فرکانس اولیه کاهش یافته‌اند. بنابراین استفاده از پودر میکروسیلیس تأثیر نامطلوبی بر روی فرکانس بتن سخت شده قرار گرفته در برابر ذوب و یخ‌بندان دارد. از طرف دیگر، در اختلاطی که از ژل میکروسیلیس استفاده شده، مقدار فرکانس در سیکل نهایی تنها 9 درصد کاهش یافته که این نشانگر تأثیر مثبت ژل میکروسیلیس بر فرکانس بتن است. همچنین در طی سیکل‌های ذوب و یخ‌بندان، ظاهر نمونه در نسبت دوم، در مقایسه با

با توجه به شکل‌های ۳ تا ۵ می‌توان گفت، فرکانس اولیه در نسبت‌های اول، دوم و سوم به ترتیب $4820, 4820$ و 4870 می‌باشد و فرکانس آنها در سیکل نهایی برابر $2201, 4090$ و 2201 می‌باشد که به ترتیب در حدود $17, 8, 40$ و 9 درصد نسبت به فرکانس اولیه کاهش یافته‌اند. بنابراین استفاده از ژل میکروسیلیس تأثیر نامطلوبی بر روی فرکانس بتن سخت شده قرار گرفته در برابر ذوب و یخ‌بندان دارد. از طرف دیگر، در اختلاطی که از ژل میکروسیلیس استفاده شده، مقدار فرکانس در سیکل نهایی تنها 9 درصد کاهش یافته که این نشانگر تأثیر مثبت ژل میکروسیلیس بر فرکانس بتن است. همچنین در طی سیکل‌های ذوب و یخ‌بندان، ظاهر نمونه در نسبت دوم، در مقایسه با

جدول ۵- نتایج آزمایش تعیین مقاومت بتن در برابر ذوب و یخ‌بندان در نسبت اول با فرکانس اولی 4820


تشريح ظاهري نمونه	Pn	ابعاد نمونه بعد از آزمایش			وزن نمونه (gr)	فرکانس اصلی از n سیکل	تعداد سیکل
		ارتفاع(cm)	عرض(cm)	طول(cm)			
سالم	۹۹	۷/۸	۱۰/۲	۴۰/۴	۷۷۷۸	۴۷۹۵	۳۶
سالم	۹۸	۷/۸	۱۰/۲	۴۰/۴	۷۷۷۵	۴۷۷۱	۷۳
سالم	۹۶	۷/۸	۱۰/۲	۴۰/۴	۷۷۷۰	۴۷۲۳	۱۰۹
سالم	۹۴	۷/۸	۱۰/۲	۴۰/۴	۷۷۶۴	۴۶۷۳	۱۴۶
نسبتاً سالم	۹۱	۷/۸	۱۰/۱	۴۰/۳	۷۷۵۱	۴۵۹۸	۱۸۲
نسبتاً سالم، کمی ریزش در لبه نمونه	۸۸	۷/۷	۱۰/۱	۴۰/۳	۷۷۳۴	۴۵۲۱	۲۱۷
نسبتاً سالم، کمی ریزش در لبه نمونه	۸۳	۷/۷	۱۰/۱	۴۰/۳	۷۷۰۹	۴۳۹۲	۲۵۲
نسبتاً سالم، کمی ریزش در لبه نمونه	۷۷	۷/۷	۱۰/۰	۴۰/۲	۷۶۹۰	۴۲۳۰	۲۸۷
ریزش در سطح و لبه نمونه	۷۲	۷/۷	۱۰/۰	۴۰/۱	۷۶۶۴	۴۰۹۰	۳۰۰

جدول ۶- نتایج آزمایش تعیین مقاومت بتن در برابر ذوب و یخ‌بندان در نسبت دوم با فرکانس اولی 3082


تشريح ظاهري نمونه	Pn	ابعاد نمونه بعد از آزمایش			وزن نمونه (gr)	فرکانس اصلی بعد از n سیکل	تعداد سیکل ذوب
		ارتفاع(cm)	عرض(cm)	طول(cm)			
سالم	۹۸	۷/۶	۱۰/۲	۴۰/۴	۷۴۴۴	۳۰۵۱	۳۶
نسبتاً سالم، کمی ریزش در سطح نمونه	۹۵	۷/۶	۱۰/۲	۴۰/۴	۷۴۳۴	۳۰۰۴	۷۳
نسبتاً سالم، کمی ریزش در سطح نمونه	۹۰	۷/۶	۹/۹	۴۰/۴	۷۴۲۱	۲۹۲۴	۱۰۹
نسبتاً سالم، کمی ریزش در سطح نمونه	۸۶	۷/۶	۹/۹	۴۰/۴	۷۴۰۶	۲۸۵۸	۱۴۶
ریزش در سطح و لبه نمونه	۷۹	۷/۶	۹/۹	۴۰/۴	۷۳۸۰	۲۷۳۹	۱۸۲
ریزش در سطح و لبه نمونه	۷۲	۷/۵	۹/۸	۴۰/۳	۷۳۴۱	۲۶۱۵	۲۱۷
افتادگی و پریدگی دانه ها در لبه نمونه	۶۶	۷/۵	۹/۸	۴۰/۲	۷۲۹۴	۲۵۰۴	۲۵۲
سطح نمونه کاملاً پوسته و زبر شده	۶۰	۷/۴	۹/۷	۴۰/۱	۷۲۲۱	۲۳۸۷	۲۸۷
سطح نمونه کاملاً پوسته و زبر شده	۵۱	۷/۲	۹/۵	۳۹/۹	۷۱۴۰	۲۲۰۱	۳۰۰

جدول ۷- نتایج آزمایش تعیین مقاومت بتن در برابر ذوب و یخیندان در نسبت سوم با فرکانس اولی ۴۸۷۰


تشریح ظاهری نمونه	Pn	ابعاد نمونه بعد از آزمایش			وزن نمونه (gr)	فرکانس اصلی بعد از n سیکل	تعداد سیکل ذوب
		ارتفاع(cm)	عرض(cm)	طول(cm)			
سالم	۹۹	۷/۹	۱۰/۴	۴۰/۴	۸۲۹۰	۴۸۴۵	۳۶
سالم	۹۸	۷/۹	۱۰/۴	۴۰/۴	۸۲۸۷	۴۸۲۱	۷۳
سالم	۹۷	۷/۹	۱۰/۴	۴۰/۴	۸۲۸۴	۴۷۹۶	۱۰۹
سالم	۹۶	۷/۹	۱۰/۴	۴۰/۴	۸۲۸۰	۴۷۷۲	۱۴۶
سالم	۹۴	۷/۹	۱۰/۴	۴۰/۴	۸۲۷۵	۴۷۲۲	۱۸۲
نسبتاً سالم	۹۲	۷/۹	۱۰/۳	۴۰/۴	۸۲۶۷	۴۶۷۱	۲۱۷
نسبتاً سالم	۸۹	۷/۹	۱۰/۳	۴۰/۳	۸۲۵۱	۴۵۹۴	۲۵۲
نسبتاً سالم، کمی ریزش در لبه نمونه	۸۷	۷/۹	۱۰/۳	۴۰/۳	۸۲۳۰	۴۵۴۲	۲۸۷
نسبتاً سالم، کمی ریزش در لبه نمونه	۸۴	۷/۹	۱۰/۳	۴۰/۳	۸۲۰۶	۴۴۶۳	۳۰۰

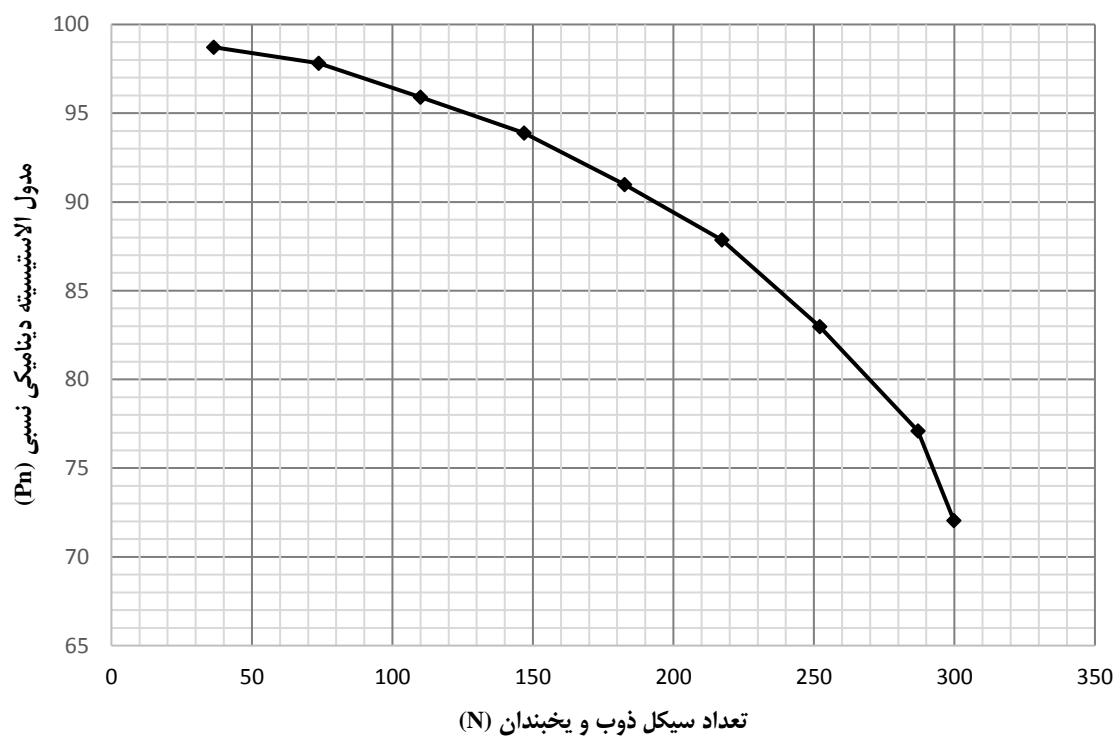

شکل ۸- نمودار تغییرات مدول الاستیسیته دینامیکی نسبی با سیکل های بخ زدن و ذوب شدن در نسبت اول

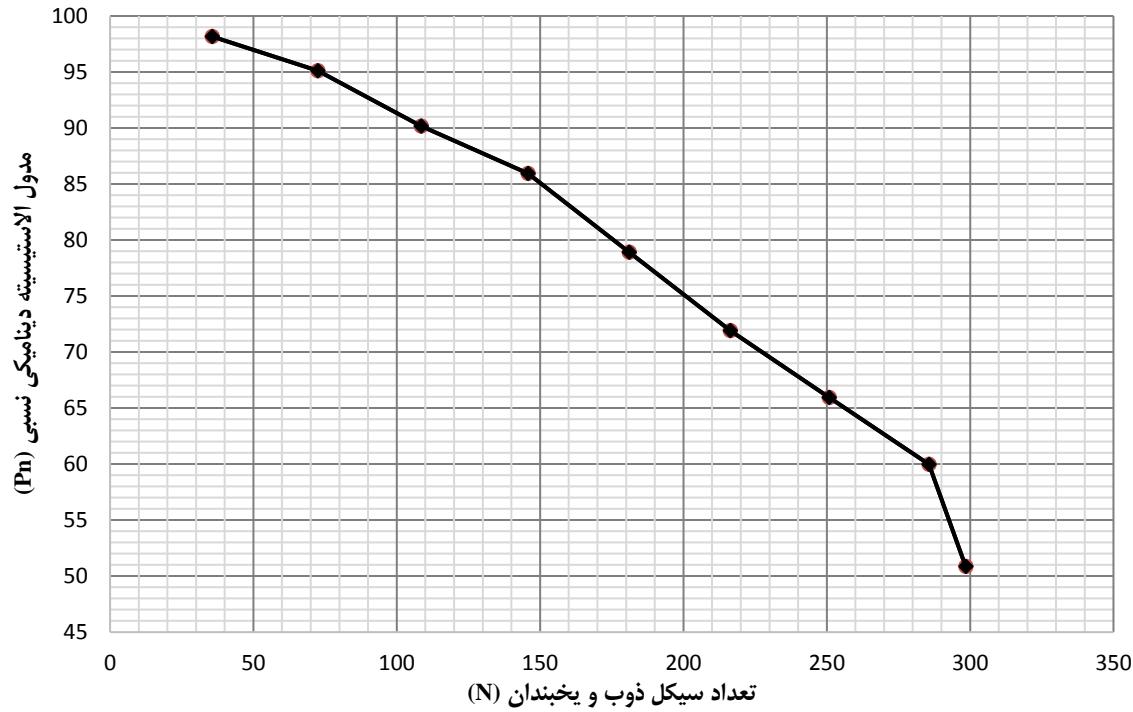

شکل ۹- نمودار تغییرات مدول الاستیسیته دینامیکی نسبی با سیکل های بخ زدن و ذوب شدن در نسبت دوم

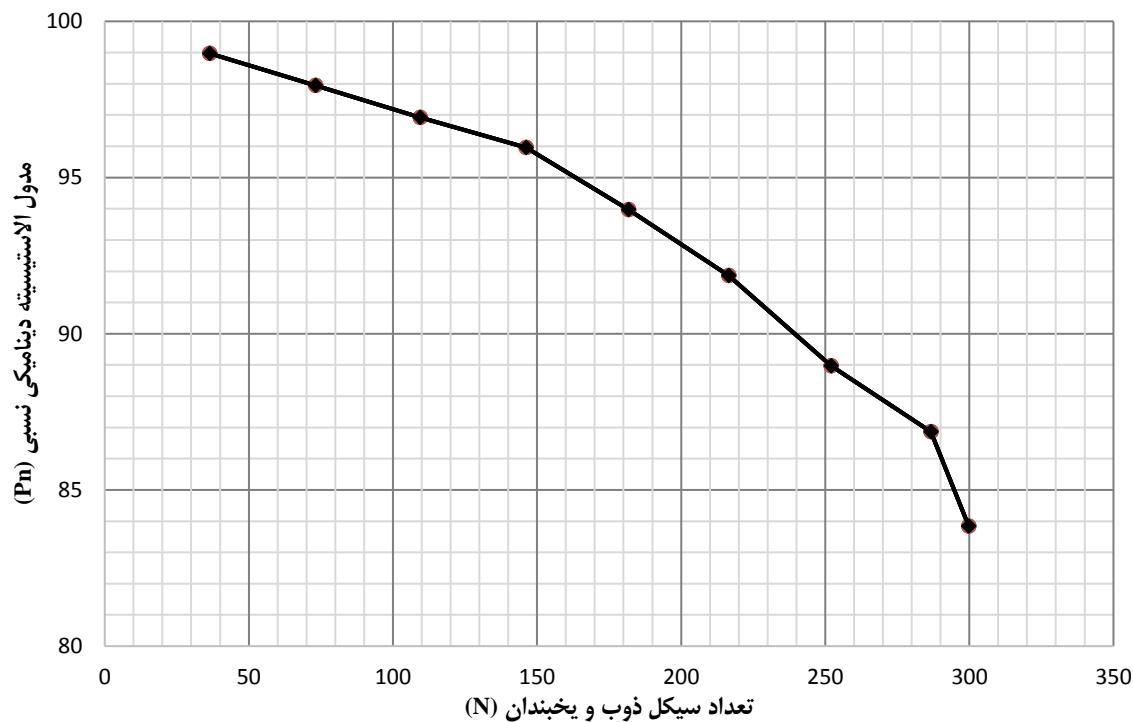

شکل ۱۰- نمودار تغییرات مدول الاستیسیته دینامیکی نسبی با سیکل های بخ زدن و ذوب شدن در نسبت سوم

نتیجه‌گیری

مراجع:

- [۱]. مستوفی نژاد، داود، رئیسی، محمد، "بررسی تأثیر میکروسیلیس و پودر سنگ آهک بر مقاومت فشاری بتن با مقاومت بالا به روش منحنی‌های هم پاسخ"، اولین کنگره مهندسی ملی عمران، ۲۲-۲۳، اردیبهشت، ۱۳۸۳، دانشگاه صنعتی شریف، تهران.
- [۲]. اسماعیلی، علیرضا، "کاربید میکروسیلیس و الیاف فولادی در بتن حجیم و روش اجراء آن (سد و مخازن بتی و...)"، یازدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور، ۱-۴ دیماه، ۱۳۸۳، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان.
- [۳]. خزانی، گرشاسب، خانزادی، مصطفی، فصحتی، علی، "تأثیر افزایش دمای اولیه بر دوام بتن های حاوی میکروسیلیس- مقاومت بتن در برابر خوردگی"، مجله عمران مدرس، دوره دوازدهم، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱.
- [۴]. Tanyildizi, H, (2013), "Variance analysis of crack characteristics of structural lightweight concrete containing silica fume exposed to high temperature", Construction and Building Materials, Vol. 47, pp. 1154-1159.
- [۵]. ASTM C125, "Standard Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates", American Society for Testing and Materials, 2007, 5 pages.

۱- استفاده از فرآورده‌های میکروسیلیس به طور قابل توجهی مقدار مقاومت فشاری بتن سخت شده را افزایش می‌دهد، بطوطیکه استفاده از پودر و ژل میکروسیلیس مقدار مقاومت فشاری را به ترتیب ۳۷,۵ و ۵۶ درصد افزایش می‌دهد.

۲- نفوذپذیری بتن یکی از خواص مهم بتن در رابطه با دوام بتن است، که این خاصیت، تسهیلاتی را فراهم می‌کند که آب یا سیالات دیگر بتوانند از میان بتن جریان پیدا کرده و مواد ضرر و آسیب رسان را با خود به درون بتن حمل نمایند. بطوطیکه نفوذپذیری ویژگی ریزساختاری بتن است که میزان قابلیت بتن را برای عبور سیالی با ویسکوزیته مشخص تحت گرادیان فشار نشان می‌دهد. میزان نفوذ آب در نسبت دوم ۵۰ درصد افزایش یافته و در نسبت سوم ۲۵ درصد کاهش یافته است. با توجه به اینکه غیرقابل نفوذ بودن بتن مورد توجه می‌باشد بنابراین نسبت سوم بهترین مورد در بین سه نسبت اختلاط می‌باشد.

۳- با توجه به نتایج آزمایش ذوب و یخیندان بتن سخت شده و روند کسب آنها در ۱۰ فرکانس و ۳۰۰ سیکل، در نسبت‌های اختلاطی اول تا سوم، فرکانس اولیه نسبت به فرکانس نهایی به ترتیب در حدود ۸,۱۷,۸ و ۹ درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر، در طی سیکل‌های ذوب و یخیندان، ظاهر نمونه در نسبت دوم، در مقایسه با دو نسبت دیگر، زودتر دچار ریزش لبه‌ها شده و در نهایت در لبه‌های آن افتادگی، پریدگی و زبری رخ داده است. همچنین، مدول الاستیسیته دینامیکی نسی P_n در نسبت‌های اول، دوم و سوم به ترتیب در حدود ۴۸, ۴۲, ۱۵ و درصد کاهش یافته‌اند. بنابراین، با توجه به نتایج مدول الاستیسیته دینامیکی نسبی، می‌توان اظهار داشت که تأثیرات ژل میکروسیلیس بر کیفیت بتن ازجمله دوام آن بسیار مثبت بوده در حالیکه تأثیرات پودر میکروسیلیس معکوس بوده است.

۴- در کل، نتایج فوق نشان دهنده مطلوب بودن تأثیرات دراز مدت ژل میکروسیلیس بر کیفیت بتن سخت شده از جمله دوام آن است. در حالیکه استفاده از پودر میکروسیلیس، مقاومت فشاری بتن سخت شده را افزایش داد اما تأثیر نامطلوبی بر میزان نفوذپذیری و ذوب یخیندان آن داشت.

۵- مصرف پودر میکروسیلیس علاوه بر معضلات زیست محیطی و سلامتی و انبارداری و نحوه ااستفاده آن، بعلت مخلوط نشدن کامل بصورت کلخه در بتن باقی مانده و منجر به کاهش کیفیت بتن می‌شود. پخش شدگی مؤثر میکروسیلیس در بتن یکی از نکات بسیار مهم استفاده از این افزودنی می‌باشد به طوری که بازده این محصول را نسبت به پودر میکروسیلیس افزایش می‌دهد. بهمین دلیل توصیه می‌شود مصرف میکروسیلیس بصورت ژل باشد.

An Experimental Study of the Effects of Silica Fume Products on Properties of Hardened Concrete

Ahmad Maleki

Assistant Professor, Department of Civil Engineerin, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran

Fardin Esmaeili

Master of Science in Civil Engineering- Structure, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maraghe Iran

Abstract:

Today, concrete is known as one of the most used building materials in the world. Silica fume and its products are now known as one of the best mineral additives in concrete. Silica fume is mainly used to improve the properties of hardened concrete so when using Silica fume concrete properties after hardening usually more significant. But although various experiments have been conducted on the subject. But this thesis is considering other products of silica impact on the hardened concrete properties have been investigated, including compressive strength, permeability and Thawing -freezing of hardened concrete. Three mixing ratio is tested in the laboratory: 1- without additives and 350 kg per cubic meter of cement, 2- with 10% Silica fume powder and one percentage lubricant, 3- with 10% of the micro gel. Based on lab work conducted in the research and the gathering of results can be explained by the properties of hardened concrete, the use of powder and gel of Silica fume increased compressive strength of 37.5 and 56 percent respectively. Water penetration rate, in the second ratio increase 50 percent and in the third ratio decreased 25 percent, compared to the first ratio. The results indicate the desirability of Silica fume gel long-term impact on the quality of hardened concrete including its durability. While the silica fume powder, could adversely affect the permeability and Freezing-Thawing of concrete.

Keywords: Concrete, Silica fume, Permeability, Rapid Freezing-hawing