

بررسی تأثیر میزان استفاده از خرده کلزا بر روی خواص آکوستیک تخته خرده چوب

هانیه قاسمی^{۱*}، احمد جهان‌لتیباری^۲، مهران روح‌نیا^۳ و مصطفی کهن‌ترابی^۴

*- نویسنده مسئول، کارشناسی ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

پست‌الکترونیکی: ghasemi.hanieh@yahoo.com

- استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

- دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

- فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

تاریخ پذیرش: خرداد ۱۳۹۳

تاریخ دریافت: خرداد ۱۳۹۲

چکیده

با روش ارتعاش خمشی آزاد در تیز دو سر آزاد تأثیر استفاده از درصدهای مختلف خرده کلزا در ترکیب خرده چوب‌های مورد استفاده برای ساخت تخته خرده چوب بر ویژگی‌های آکوستیکی آن بررسی شد. تعداد ۳۳ نمونه با هر یک از اختلاط متفاوت خرده کلزا و خرده چوب پهنه برگان ساخته شده و ویژگی‌های آکوستیک آنها تعیین گردید. نتایج نشان داد که با زیاد شدن مقدار خرده کلزا در ترکیب خرده چوب، مدول الاستیسیته‌ی دینامیک و ضریب آکوستیک تخته‌ها به ترتیب از $MPa\ ۱۲۶۰$ و $m^4/s.kg\ ۲/۳۴$ به $MPa\ ۱۵۶۰$ و $m^4/s.kg\ ۲/۵۴$ افزایش یافت. در مقادیر کمتر اختلاط خرده کلزا با خرده چوب و ایجاد ناهمگنی در بافت تخته‌ها سبب افزایش مقادیر میرایی ارتعاش گردید. اما با افزایش درصد اختلاط خرده کلزا و همگنی‌تر شدن بافت نمونه‌های ساخته شده، میرایی ارتعاش کاهش یافت. همچنین نتایج حکایت از افزایش معنی‌دار کارایی تبدیل آکوستیک در اثر افزایش درصد استفاده از خرده کلزا داشت. با توجه به نتایج می‌توان عنوان کرد که زیاد شدن مقدار خرده کلزا در ترکیب تخته خرده چوب باعث بهبود خواص آکوستیکی این محصول نسبت به تخته‌های تولید شده از خرده چوب پهنه برگان شده و محصول تولیدی برای استفاده در سالن‌های آکوستیک مناسب‌تر از تخته‌های ساخته شده از خرده چوب پهنه برگان است.

واژه‌های کلیدی: خرده کلزا، تخته خرده چوب، ارتعاش، ویژگی‌های آکوستیکی

مقدمه

و یا جایگزینی با منابع چوبی در ساخت تخته خرده چوب استفاده کرد. با توجه به اینکه خرده‌های تولید شده از ساقه‌ی کلزا ضریب فشردگی بالایی دارند، بنابراین استفاده از آن می‌تواند در ساخت تخته‌های با مدول الاستیسیته‌ی بالا و دارای پتانسیل مصارف تشدید صوت در سالن‌های انعکاس صدا مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر جهت کنترل کیفی تخته خرده چوب از آزمون‌های مخبر طبق دستورالعمل D ۲۰۰۷-۲۰۰۷ آیین‌نامه‌ی ASTM استفاده می‌گردد که انجام آن وقت‌گیر

در دهه اخیر سطح زیر کشت کلزا در جهان و ایران رشد بسیار زیادی داشته است؛ و فرایند کشت و استحصال دانه‌های روغنی آن به تولید زیست‌تسوده قابل ملاحظه‌ای حاصل از ساقه‌ی آن می‌انجامد. در حال حاضر این ماده کاربرد مناسبی ندارد و هر ساله بعد از برداشت کلزا آتش زده شده و یا بعد از شخم زمین زیر خاک دفن می‌شود (Yousefi *et al.*, 2008). بنابراین به نظر می‌رسد ساقه‌ی کلزا را می‌توان به عنوان یک منبع لیگنوسلولزی برای ترکیب

این تحقیق نیز حکایت از همبستگی بسیار مطلوب بین مدول الاستیسیته محاسبه شده از هر دو روش آزمونی داشت. بنابراین بهروشی مشخص است که آزمون‌های دینامیکی با توجه به نوع کاربرد در صنایع مختلف رونق فراوان یافته‌اند. ولی متأسفانه صنعت چوب و فرآورده‌های حاصل از آن همچنان از شیوه‌های سابق و مخرب تعییت بیشتری می‌نمایند و با وجود این شیوه‌های ابداعی، آزمون‌های غیرمخرب در صنایع چوب جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده‌اند. بنابراین در این تحقیق بررسی خواص آکوستیکی و صوتی تخته خرد چوب ساخته شده با نسبت‌های مختلف ترکیب خرد ساقه‌ی کلزا با خرد چوب صنعتی پهن‌برگان از طریق روش ارتعاش خمشی آزاد در تیر دو سر آزاد بررسی شده است.

مواد و روش‌ها

در این تحقیق از خرد چوب صنعتی پهن‌برگان مورد استفاده در کارخانه تخته خرد چوب شرکت صنعت چوب شمال-گند و کاه کلزا از کشت زارهای گرگان و دشت استفاده گردید. از چسب اوره- فرمالدهید ساخت شرکت شیمیایی فارس شیراز، تهیه شده از کارخانه نوپان ایران چوب قزوین با مشخصات خلاصه شده در جدول ۱ استفاده شده است.

است. با این حال این آزمون‌ها کماکان کاربرد فراوانی در عرصه صنعت تولید تخته خرد چوب دارند. ولی تلاش‌های بسیاری برای یافتن روش‌های آسان، ارزان و سریع در مقایسه با شیوه‌های سنتی در حال پیگیری است. آزمون‌های دینامیکی با توجه به نوع کاربرد در صنایع مختلف رونق فراوان یافته‌اند و در بین آزمون‌های غیرمخرب دینامیکی آزمون‌های ارتعاشی به دلیل سادگی، قابلیت انعطاف و سرعت به طور گسترده‌ای مورد توجه می‌باشند (Alberktas Pellerin., 1994; Ayarkawa *et al.*, 2000) Vobolis., 2004 &. همچنین تاکنون در زمینه‌ی ارزیابی غیرمخرب خواص مکانیکی محصولات مرکب چوبی تحقیقات آزمایشگاهی مناسبی از نظر کمی و کیفی انجام شده است. Kazemi Najafi (۲۰۰۲) (۲۰۰۲) استفاده از فن فراصوت در تعیین خواص مکانیکی (ثابت‌های الاستیک) تخته خرد چوب و راهکارها و روش‌های آماری و مقایسه‌ای جهت کنترل کیفی تخته خرد چوب را بررسی کرده است. Grundstrom (۱۹۹۸) خواص الاستیک تخته خرد چوب را به دو روش فرکانس ویژه و آزمون فراصوتی بررسی کرده و به نتایج بسیار کارآمدی در این زمینه رسیده که حکایت از مناسب بودن این روش‌ها برای بررسی خواص کیفی تخته خرد چوب دارد. Fenghu Xiaodong (۲۰۰۷) به بررسی خواص مکانیکی MDF با استفاده از دو روش ارتعاش طولی و روش استاتیک پرداختند. نتایج حاصل از

جدول ۱- مشخصات رزین اوره- فرمالدهید

زمان ژلهای شدن (s)	دانسیته (Kg/m ³)	مواد جامد (%)	pH	ویسکوزیته (s)
۶۷	۱/۲۸۵	۶۳	۷/۵	۴۵

کاه کلزا توسط پوشال ساز مدل PZ8 ساخت شرکت Pallmann به خرد کلزا تبدیل شده و همراه با خرد چوب‌های پهن‌برگان به آزمایشگاه گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج منتقل شدند. خرد چوب‌ها و خرد گاهی کلزا در یک خشک‌کن آزمایشگاهی تا رطوبت ۲٪ خشک شدند.


ترکیب خرد کلزا و خرد چوب صنعتی با نسبت‌های

۱۵:۱۵، ۴۵:۵۵، ۳۰:۸۵ و ۰:۱۰۰۰۰ انتخاب شدند و پس از چسب‌پاشی خرد گاهی با چسب اوره- فرمالدهید به غلظت ۵۰٪ (به میزان ۱۱٪ وزن خشک نمونه‌ها)، کیک تخته خرد چوب شکل داده شد و به مدت ۶ دقیقه در دمای ۱۷۵ درجه سانتی‌گراد و فشار ۲۵ بار تحت فشار پرس قرار گرفتند. ابعاد نهایی تخته‌های خروجی از پرس ۱/۵ × ۱۰×۴۰ سانتی‌متر بود.

به منظور تهیه نمونه‌های آزمایشی، تخته‌ها پس از رسیدن

(شکل ۱) قرار گرفتند. ضبط اصوات و ذخیره آن توسط نرم افزار Audacity® انجام شد و فایل صدا در ارتعاش خمی توسط سیستم Vibra-F® (Roohnia *et al.*, 2010) با همان فرکانس نمونه برداری قرائت گردید (شکل های ۱ و ۲). با ورود اطلاعات مربوط به ابعاد و وزن نمونه ها، به سیستم تحلیل گر، محاسبات مربوط به خواص آکوستیکی انجام شد.

به رطوبت تعادل محیط، طبق دستورالعمل ۱ EN 325-1 ابتدا به فاصله ۱/۵ سانتیمتر از اطراف کناره بری شدند و بعد نمونه ها برای آزمون ارتعاش خمی آزاد و مطابق با دستورالعمل ASTM C 1548-02 و با ابعاد ۳۰×۵×۱/۵ سانتی متر (طول×عرض×ضخامت) بریده شدند. تعداد ۳۳ نمونه از هر ترکیب خرد کلزا و خرد چوب صنعتی تهیه شده، مورد آزمون ارتعاش خمی آزاد در تیر دو سر آزاد

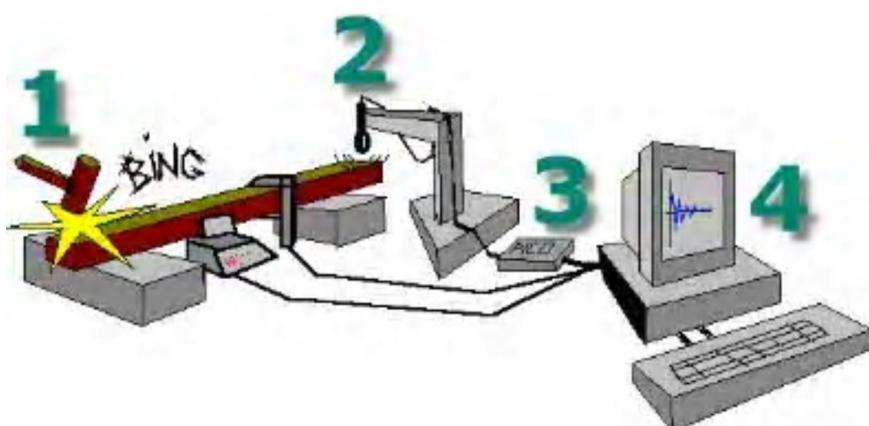

شکل ۱- ارتعاش آزاد در تیر دو سر آزاد

می شوند که شاخصی برای میزان افت ارتعاش در طول زمان می باشند و توسط روابط زیر محاسبه می گردد.

$$\lambda = \frac{1}{n} \ln \left| \frac{x_1}{x_{n+1}} \right| \quad (۳)$$

$$Q = \frac{1}{\tan \delta} \quad (۴)$$

در آن: X_1 : بلندی اولیه موج در حال کاهش و X_{n+1} : بلندی n امین موج پس از موج متناظر با λ . X_1 میرایی ارتعاش و Q فاکتور کیفیت است.

در یک مدیوم مربعی، هر قدر صدا زودتر افت کند، فاکتور کیفیت آن کوچک تر و بعکس فاکتور میرایی آن بزرگ تر است. ضریب آکوستیک (AC) و کارایی تبدیل آکوستیک (ACE) که از فاکتورهای مهم آکوستیکی چوب آلات مورد استفاده در صفحات تشید صدا می باشند توسط روابط ۵ و ۶ محاسبه می شوند.

مدول الاستیسیته ای استاتیک، مطابق با دستورالعمل ASTM D ۱۰۳۷ - ۲۰۰۷ تعیین شده است.

محاسبه مدول الاستیسیته ای دینامیک حاصل از ارتعاش خمی نمونه ها مطابق با روابط مندرج در آیین نامه ASTM C 1548 دستورالعمل شماره ۱۵۴۸ از طریق روابط زیر انجام شد.

$$E = 0.9465 \left(\frac{mf_f^2}{b} \right) - \left(\frac{l^3}{b^3} \right) T \quad (۱)$$

$$T = \left(1.000 + 6.585 \left(\frac{t}{l} \right)^2 \right) \quad (۲)$$

در آن: E مدول الاستیسیته دینامیک (Pa)، F_f فرکانس طبیعی (Hz)، m جرم نمونه (gr)، b ، (mm) طول نمونه (mm) و T ضریب بهنای نمونه (mm)، ۱ اصلاحی است.

کاهش لگاریتمی ارتعاش (شکل ۲ و رابطه ۳) و فاکتور کیفیت (شکل ۲ و رابطه ۴)، به صورت زیر توصیف

1- Acoustical Coefficient

2- Acoustical Converting Efficiency


آزمون تجزیه و تحلیل واریانس (جدول ۲) برای تعیین تأثیر میزان استفاده از خرده کلزا بر روی مقادیر مدول الاستیسیته استاتیک، مدول الاستیسیته دینامیک، دانسیته، میرایی ارتعاش، فاکتور کیفیت، ضریب آکوستیک و کارایی تبدیل آکوستیک انجام شد و توسط آزمون دانکن گروه‌بندی میانگین‌ها به صورت زیرمجموعه‌های همگن (جدول ۳) مورد بررسی قرار گرفت. سپس نمودار پراکندگی برای مقایسه‌ی نتایج مدول الاستیسیته حاصل از دو روش دینامیک و استاتیک و نمودار ستونی برای بررسی تأثیر میزان استفاده از خرده کلزا بر روی مقادیر میرایی ارتعاش، فاکتور کیفیت، ضریب آکوستیک و کارایی تبدیل آکوستیک ترسیم شد.

$$K = \sqrt{\frac{E}{\rho^3}} \quad (5)$$

$$ACE = \frac{K}{\tan \delta} \quad (6)$$

در آن K ضریب آکوستیک ($\text{m}^4/\text{s} \cdot \text{kg}$), ACE کارایی تبدیل آکوستیک، E مدول الاستیسیته طولی، ρ جرم ویژه و $\tan \delta$ میرایی ارتعاش است.

برای اندازه‌گیری جرم ویژه از روش‌های استاندارد که اغلب غیرمخترب نیز هستند و مبتنی بر مشاهدات تجربی می‌باشند، استفاده شد.

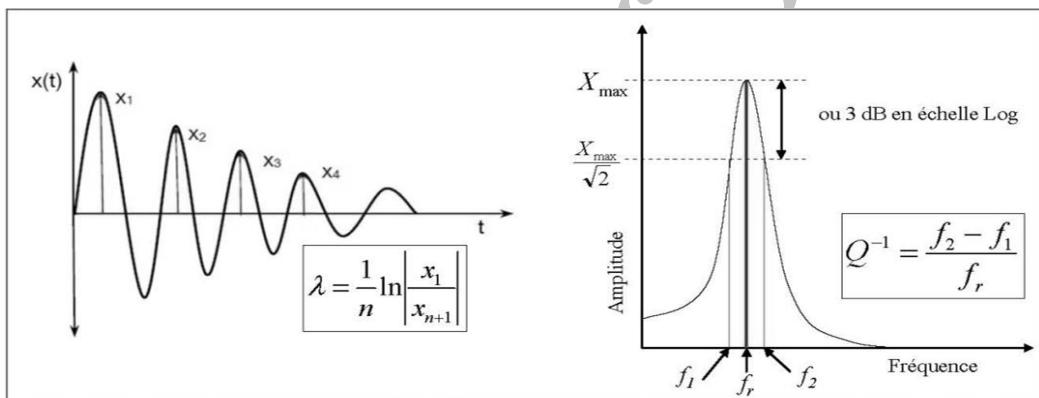


شکل ۲- نمایش فاکتور کاهش: سمت چپ؛ به روش لحظه‌ای با استفاده از کاهش لگاریتمی λ و سمت راست؛ به روش فرکانسی

با استفاده از پهنای باند قله بلندی ارتعاش (فاکتور کیفیت Q) (Roohnia and Tajdini, 2007)


معنی‌داری ندارد؛ اما با افزایش مقدار خرده کلزا در ترکیب خرده‌چوب در نسبت‌های ترکیبی ۷۰:۳۰ و ۵۵:۴۵ مقادیر تعیین شده از مدول الاستیسیته در هر دو شیوه‌ی آزمونی به طور معنی‌داری افزایش یافته است. ضمن اینکه بین مقادیر نسبت‌های ۷۰:۳۰ و ۵۵:۴۵ تفاوت معنی‌داری مشاهده نمی‌گردد.

نتایج

شکل ۳ مقادیر مدول الاستیسیته اندازه‌گیری شده با ارتعاش خمشی آزاد و آزمون استاتیکی تخته خرده‌چوب ساخته شده با مقادیر مختلف استفاده از خرده کلزا در ترکیب با خرده‌چوب را نشان می‌دهد. مدول الاستیسیته دینامیک و استاتیک تخته‌های ساخته شده از ترکیب خرده کلزا و خرده‌چوب صنعتی با نسبت‌های ۱۰۰:۰ و ۸۵:۱۵ تفاوت

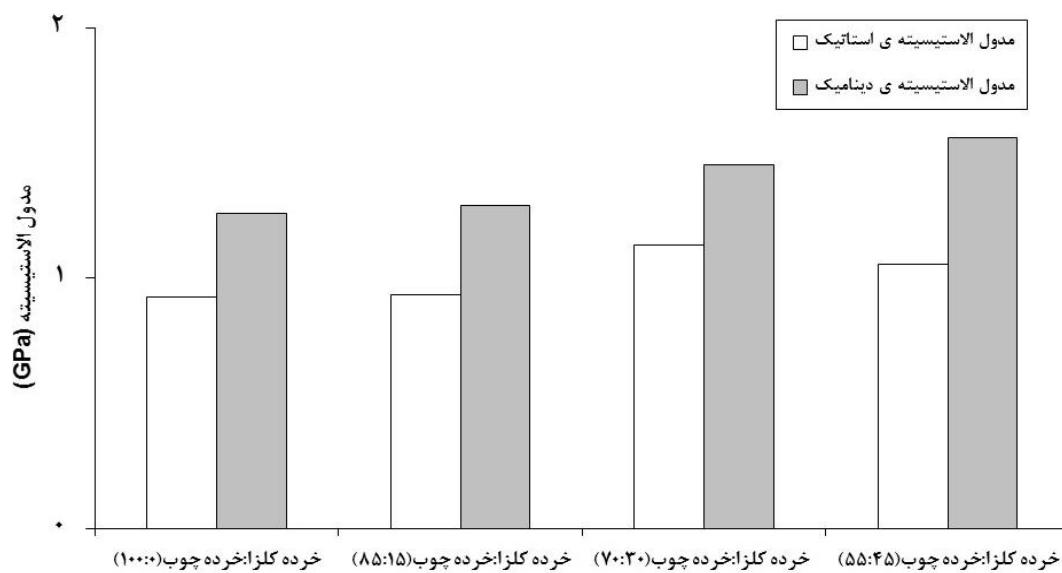

شکل ۳- مقایسه مدل الاستیسیته استاتیک و دینامیک در نسبت های ترکیبی متفاوت

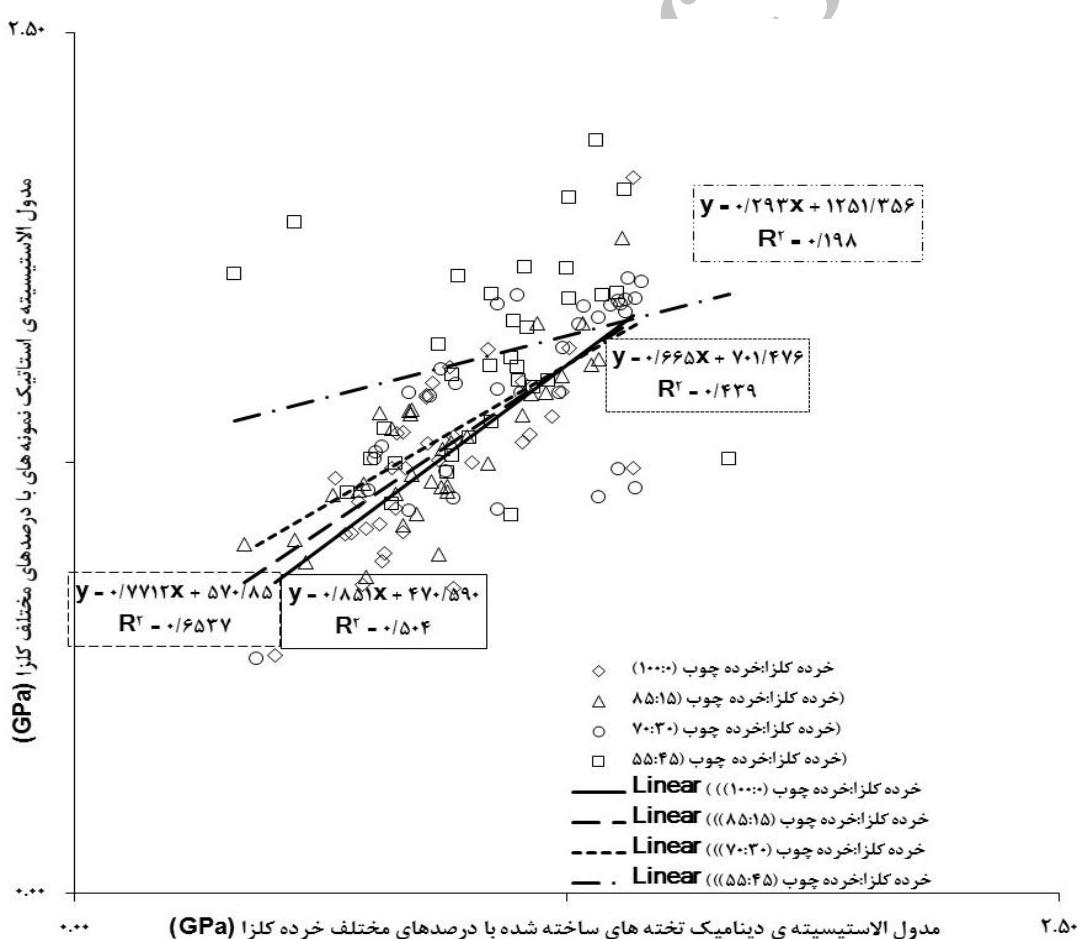

شکل ۴- مقایسه مدل الاستیسیته دینامیک تعیین شده با روش استاتیک و دینامیک

جدول ۲- تجزیه واریانس یک طرفه تأثیر ترکیب خرد کلزا و خرد چوب بر روی ویژگی های تعیین شده

Sig.	F	میانگین مربعات	درجه آزادی	مجموع مربعات	
.0000	5/554	۲۳۱۷۲۴/۱	۳	۹۹۵۱۷۲/۱	بین گروه
		۵۹۸۳/۹	۱۲۸	۷۶۵۹۴۸۸/۶	درون گروه
			۱۳۱	۸۶۵۴۶۶۰/۶	کل
.0000	9/832	۶۶۷۷۲۰۰/۵۲۷	۳	۲۰۰۱۶۰۱/۶	بین گروه
		۶۷۸۶۱/۲۲۹۷	۱۲۸	۸۶۸۶۲۴۶/۰	درون گروه
			۱۳۱	۱۰۶۸۷۸۴۸/۰	کل
.0577	0/662	۰/۰۰۱	۳	۰/۰۰۳	بین گروه
		۰/۰۰۲	۱۲۸	۰/۲۰۳	درون گروه
			۱۳۱	۰/۲۰۶	کل
.0010	3/933	۰/۰۰۰	۳	۰/۰۰۱	بین گروه
		۰/۰۰۰	۱۲۸	۰/۰۰۷	درون گروه
			۱۳۱	۰/۰۰۸	کل
.0004	4/589	۷۱/۸۴۶	۳	۲۱۵/۵۳۷	بین گروه
		۱۵/۶۵۷	۲۷۶	۲۰۰۴/۰۹۵	درون گروه
			۲۷۹	۲۲۱۹/۶۳۱	کل
.0000	/179	۲۸۷/۱۶۳	۳	۸۶۱/۴۴۸	بین گروه
		۱۵/۷۹۶	۱۲۸	۲۰۲۱/۹۲۲	درون گروه
			۱۳۱	۲۸۸۳/۴۱۰	کل
.0006	4/288	۵۲۱/۲۹۹	۳	۱۵۶۳/۶۸۸	بین گروه
		۱۲۱/۵۸۸	۱۲۸	۱۵۵۵۹/۳۹۳	درون گروه
			۱۳۱	۱۷۱۲۳/۰۸۱	کل

جدول ۳- آزمون چند دامنه‌ای دانکن برای گروه‌بندی مقادیر اندازه‌گیری

شدهی مدول استیسیته استاتیک

تیمار	زیرمجموعه برای آلفا=۰.۵
۱	۲
خرده کلزا: خرد چوب (۱۰۰:۰)	۹۲۴/۹۳۰۶
خرده کلزا: خرد چوب (۸۵:۱۵)	۹۳۳/۳۱۷۰
خرده کلزا: خرد چوب (۷۰:۳۰)	۱۰۵۶/۲۰۹۷
خرده کلزا: خرد چوب (۵۵:۴۵)	۱۱۳۲/۱۲۷۶
Sig	۰/۲۱۰

جدول ۴- آزمون همگن بودن واریانس

Sig.	درجه آزادی ۲	درجه آزادی ۱	درجه آماری Levene	
۰/۳۴۵	۱۲۸	۳	۱/۱۱۷	مدول الاستیسیته استاتیک
۰/۰۳۴	۱۲۸	۳	۰/۵۳۴	مدول الاستیسیته دینامیک
۰/۴۸۴	۱۲۸	۳	۰/۸۲۲	دانسیته
۰/۰۳۷	۱۲۸	۳	۰/۷۲۸	میرایی ارتعاش
۰/۷۹۰	۱۲۸	۳	۰/۳۴۹	فاکتور کیفیت
۰/۰۸۱	۱۲۸	۳	۲/۲۹۴	ضریب آکوستیک
۰/۱۳۴	۱۲۸	۳	۱/۸۹۴	کارایی تبدیل آکوستیک

همبستگی مناسبی بین مدول الاستیسیته حاصل از ارتعاش خمی آزاد و آزمون استاتیک وجود دارد.

در شکل ۴ مقادیر مدول الاستیسیته تعیین شده از ارتعاش خمی آزاد در مقایسه با مقادیر حاصل از آزمون استاتیک نشان داده شده است. در تمام نسبت‌های خرده‌چوب

جدول ۵- آزمون چند دامنه‌ای دانکن برای گروه‌بندی مقادیر برآورده شده میرایی ارتعاش


	زیرمجموعه برای آلفا=۰.۵	تیمار
۳	۲	۱
-	-	۰/۳۶۹۶ (۱۰۰:۰)
-	۰/۳۷۷۱	۰/۳۷۷۱ (۷۰:۳۰)
۰/۴۰۹۲	۰/۴۰۹۲	- (۵۵:۴۵)
۰/۴۲۳۲	-	- (۸۵:۱۵)
۰/۴۴۶	۰/۰۸۰	۰/۶۸۱ Sig

کیفیت تخته خرده‌چوب ساخته شده با ترکیب: ۷۰:۳۰ و ۵۵:۴۵ تقاضت معنی داری مشاهده نمی‌شود. بیشترین مقادیر حاصل از میرایی ارتعاش و کمترین مقادیر حاصل از فاکتور کیفیت، از نسبت ترکیبی ۸۵:۱۵ (خرده کلزا نسبت به خرده‌چوب) حاصل گردیده است.

در شکل ۵ تغییرات حاصل در مقادیر محاسبه شده میرایی ارتعاش و فاکتور کیفیت در مقادیر مختلف استفاده از خرده کلزا و خرده‌چوب نشان داده شده است. کمترین مقادیر مربوط به میرایی ارتعاش و بیشترین مقادیر مربوط به فاکتور کیفیت، از ترکیب خرده کلزا و خرده‌چوب صنعتی با نسبت ۱۰۰:۰ به دست آمده است. بین میرایی ارتعاش و فاکتور

جدول ۶- آزمون چند دامنه‌ای دانکن برای گروه‌بندی مقادیر برآورده شده فاکتور کیفیت

	زیرمجموعه برای آلفا=۰.۵	تیمار
۳	۲	۱
-	-	۲۴/۴۲۴۶ (۸۵:۱۵)
-	۲۵/۲۷۲۱	۲۵/۲۷۲۱ (۵۵:۴۵)
۲۶/۹۶۸۵	۲۶/۹۶۸۵	- (۷۰:۳۰)
۲۷/۶۱۲۷	-	- (۱۰۰:۰)
۰/۵۱۰	۰/۰۸۴	۰/۳۸۶ Sig

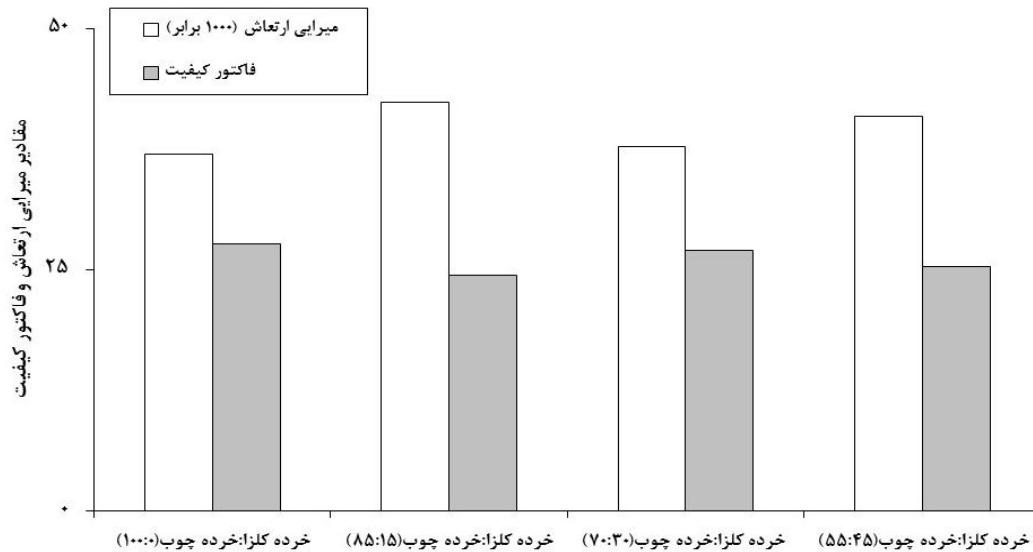

شکل ۵- مقایسه میرابی ارتعاش و فاکتور کیفیت در نسبت‌های ترکیبی متفاوت

جدول ۷- آزمون چند دامنه‌ای دانکن برای گروه‌بندی مقادیر

برآورده شده‌ی ضریب آکوستیک

زیرمجموعه برای آلفا = .۰۵		تیمار
۲	۱	
-	۲/۳۴	خرده کلزا/خرده چوب (۱۰۰:۰)
-	۲/۳۶	خرده کلزا/خرده چوب (۸۵:۱۵)
۲/۵۴	-	خرده کلزا/خرده چوب (۷۰:۳۰)
۲/۵۳	-	خرده کلزا/خرده چوب (۵۵:۴۵)
۰/۱۲۱	۰/۶۴۱	Sig


جدول ۸- آزمون چند دامنه‌ای دانکن برای گروه‌بندی مقادیر برآورده

شدید کارایی تبدیل آکوستیک

زیرمجموعه برای آلفا = .۰۵		تیمار
۳	۲	۱
-	-	خرده کلزا/خرده چوب (۸۵:۱۵)
-	۰۹/۱۵	خرده کلزا/خرده چوب (۱۰۰:۰)
۶۴/۳۰	۶۴/۳۰	خرده کلزا/خرده چوب (۷۰:۳۰)
۶۹/۶۳	-	خرده کلزا/خرده چوب (۵۵:۴۵)
۰/۳۸۱	۰/۰۶۰	Sig
۰/۸۲۰		

خرده‌چوب با نسبت‌های: ۷۰:۳۰ و ۵۵:۴۵ مقادیر محاسبه شده این ویژگی‌ها به طور معنی‌داری افزایش یافته است. کمترین مقادیر کارایی تبدیل آکوستیک از ترکیب خرده کلزا و خرده‌چوب صنعتی با نسبت: ۸۵:۱۵ حاصل شده است، در حالی که در سایر نسبت‌های خرده کلزا با خرده‌چوب مقدار این فاکتور به طور معنی‌داری افزایش داشته است.

تغییرات حاصل در مقادیر محاسبه شده ضریب آکوستیک و کارایی تبدیل آکوستیک در تخته‌های ساخته شده با استفاده از مقادیر متفاوت خرده کلزا و خرده‌چوب در شکل ۶ نشان داده شده است. بین ضریب آکوستیک تخته‌های ساخته شده از ترکیب خرده کلزا و خرده‌چوب صنعتی با نسبت‌های ۱۰۰:۰ و ۸۵:۱۵ تفاوت معنی‌داری مشاهده نمی‌شود؛ اما با افزایش مقدار استفاده از خرده کلزا در ترکیب

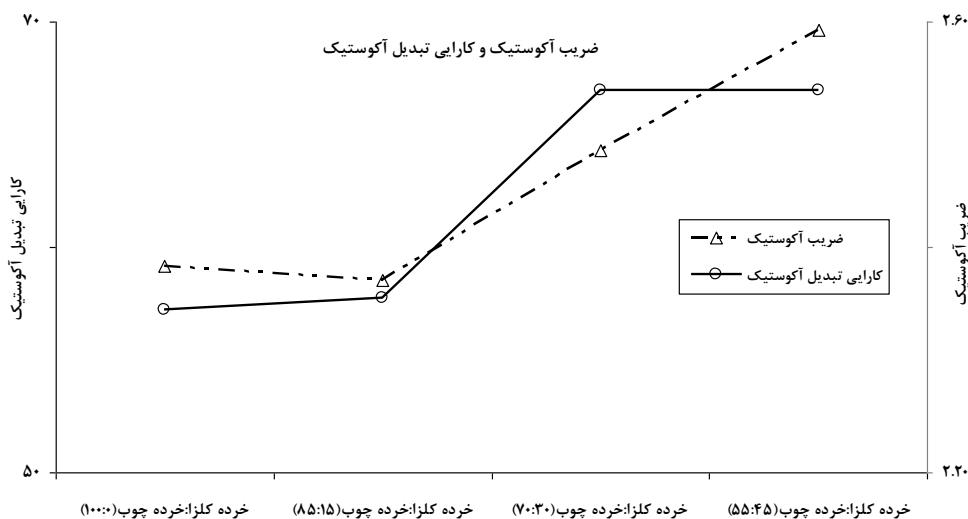

شکل ۶- مقایسه ضریب آکوستیک و کارایی تبدیل آکوستیک تخته‌های ساخته شده با مقادیر متفاوت خرده کلزا

نسبت بیشتر خرده کلزا را می‌توان به فشردگی بیشتر این نمونه‌ها نسبت داد. در پژوهش‌های دیگری به تأثیر مثبت گونه‌های سبک در ساخت تخته خرده‌چوب و افزایش ضریب فشردگی تخته تأکید شده است (Wang and Sun, 2002). نتایج حاصل از دو روش آزمونی ارتعاش خمشی و استاتیک در برآورد مدول الاستیسیته نیز با یکدیگر همبستگی خوبی داشته‌اند (شکل ۶). به طوری که در تحقیقات پیشین نیز همبستگی بین دو روش مذکور گزارش گردیده بود که نتایج حاصل از این تحقیق نیز مبین همین امر است (Roohnia and Tajdini, 2007; Liang and Feng, 2007.; Divos and Tanaka, 2005; Yang et al., 2008). صدایی که از ارتعاش چوب ساطع می‌شود، یا از یک منبع بیرونی به چوب برخورد می‌کند و آن را مرتיעش می‌سازد، به مرور میرا می‌شود که ناشی از مصرف انرژی آکوستیکی ارتعاش آن است. انرژی آکوستیکی به دو روش مصرف می‌شود: یکی جذب صوت که به مصرف مقابله با

بحث

مدول الاستیسیته دینامیک، میرایی ارتعاش و فاکتور کیفیت تخته خرده‌چوب‌های ساخته شده با نسبت‌های مختلف خرده کلزا و خرده‌چوب پنهان برگان تعیین شده و مقایسه گردیده است. بین مدول الاستیسیته دینامیک و خصوصیات مکانیکی محصولات رابطه‌ای خطی وجود دارد، بنابراین به این دلیل بیشتر محققان با استفاده مدول الاستیسیته ای تعیین شده از طریق آزمون‌های غیرمغرب، در مورد خصوصیات مقاومتی مواد اعلام‌نظر کرده‌اند (Wang et al., 2008) طبق نتایج این بررسی، با افزایش مدول الاستیسیته خرده کلزا در ترکیب خرده‌چوب مقادیر مدول الاستیسیته افزایش یافته است. در اثر استفاده‌ی زیادتر از خرده‌های کلزا که دارای جرم ویژه کمتری هستند ضریب فشردگی کیک خرده‌چوب افزایش می‌یابد و این عامل مهمی در افزایش ویژگی‌های خمشی تخته‌های ساخته شده است؛ بنابراین افزایش مدول الاستیسیته دینامیک در نمونه‌های با

تخته‌های ساخته شده که میرایی ارتعاش کوچک‌تری دارند از مقادیر فاکتور کیفیت بزرگ‌تری برخوردار هستند. ضریب آکوستیک یکی از پارامترهای مهم در برآورد ویژگی آکوستیکی یک جسم است که تحت تأثیر دو عامل مدول الاستیسیته (E) و جرم ویژه (G) قرار دارد. هرچه مقدار این ضریب در چوب و فراورده‌های آن زیاد باشد آن محصول برای استفاده در صفحات آکوستیکی مناسب‌تر است. نتایج این بررسی نشان داد با افزایش استفاده از خرد کلزا در ساخت تخته‌ها، مقادیر ضریب آکوستیک نیز افزایش یافت که این موضوع را می‌توان به افزایش مقادیر مدول الاستیسیته در اثر افزایش استفاده از خرد کلزا و از طرف دیگر ثابت ماندن دانسیته‌ی تخته‌ها در سطوح مختلف استفاده از خرد کلزا نسبت داد.

کارایی تبدیل آکوستیک نیز مانند ضریب آکوستیک یکی از فاکتورهای مهم آکوستیکی در استفاده از این گونه محصولات در مصارف آکوستیکی است که با میرایی نسبت عکس دارد. فاکتور مذکور در واقع اصلی‌ترین و مهمترین معیار در انتخاب یک محصول در مصارف آکوستیکی است (Roohnia *et al.*, 2011). هرچند کمترین مقادیر میرایی ارتعاش در تخته‌هایی حاصل شد که در آنها از خرد کلزا استفاده نگردیده بود، ولی همان‌طور که در نتایج مشاهده گردید مقادیر کارایی تبدیل آکوستیک با افزایش درصد استفاده از خرد کلزا با افزایش رو به رو شد. پیش از این نیز تأثیر مثبت مقادیر مدول الاستیسیته‌ی بالا در کمرنگ نمودن اثر منفی میرایی ارتعاش گزارش گردیده بود (Wesgt, 2006). در این تحقیق نیز افزایش درصد استفاده از خرد کلزا سبب افزایش مقادیر مدول الاستیسیته در نمونه‌های آزمونی گردید که به نظر می‌رسد این افزایش توانسته است بر اثر منفی افزایش میرایی غلبه نماید و سبب افزایش کارایی تبدیل آکوستیک به عنوان مهمترین معیار در انتخاب محصولات آکوستیکی گردد.

با توجه به نتایج این تحقیق می‌توان گفت که ساخت تخته خرد چوب از اختلاط خرد چوب و خرد کلزا سبب بهبود خواص مکانیکی و آکوستیکی محاسبه شده از طریق روش ارتعاش آزاد در تیر دو سر آزاد در تخته‌ها می‌گردد. ضمن اینکه استفاده بیشتر از خرد کلزا در ساخت تخته‌ها سبب افزایش این گونه خواص نسبت به تخته‌های ساخته

اصطکاک داخلی می‌رسد و نتیجه آن آزاد شدن گرماست و دیگر اینکه به محیط بازتاب می‌کند. میزان میرایی ارتعاش بستگی به دانسیته، بافت، رطوبت (با افزایش رطوبت میرایی افزایش می‌یابد)، مدارتعاش وغیره دارد. در ساخت سالن‌های انکاس صدا، ماده‌ای انتخاب می‌شود که اصطکاک داخلی کمتر و بازتاب صوتی بیشتر داشته باشد و بعکس؛ بنابراین در ساخت سالن‌های با خاصیت جذب صوت (اعیق صدا) از موادی استفاده می‌گردد که اصطکاک داخلی بیشتر و بازتاب صوتی کمتر داشته باشد. همان‌طور که در نتایج بیان گردید بین دانسیته‌ی تخته‌های ساخته شده با مقادیر مختلف خرد کلزا تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید، بنابراین با یکسان بودن دانسیته و ثابت بودن سایر شرایط ساخت در تمامی نمونه‌های ساخته شده می‌توان تغییرات به وجود آمده در این فاکتور را مرتبط با مقادیر متفاوت خرد کلزا (بافت محصول) دانست. کمترین مقادیر مربوط به این فاکتور هنگامی حاصل می‌گردد که از خرد کلزا در ساخت نمونه‌ها استفاده نشده باشد. هنگامی که به میزان ۱۵٪ از خرد کلزا به همراه ۸۵٪ خرد چوب استفاده شد، بیشترین مقادیر این فاکتور در بین نمونه‌های ساخته شده مشاهده گردید. در نسبت‌های ترکیبی ۳۰:۷۰ و ۴۵:۵۵ تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید و مقادیر فاکتور میرایی در مقایسه با نسبت ترکیبی ۱۵:۸۵ کاهش یافت. علت این امر می‌تواند ایجاد بافت ناهمگن و متفاوت در هریک از نسبت‌های ترکیبی خرد کلزا و خرد چوب باشد. هنگامی که از ترکیب ۱۵:۸۵ استفاده شد، بافت نمونه‌های ساخته شده از ناهمگنی بیشتری نسبت به سه ترکیب دیگر برخوردار بود (به دلیل اختلاف زیاد بین مقادیر استفاده از خرد کلزا و خرد چوب)؛ که این موضوع سبب اصطکاک داخلی بیشتر در نمونه‌های ساخته شده با درصد کمتر خرد کلزا و در نتیجه میرایی ارتعاش بیشتر در نمونه‌ها گردید. در تحقیقات پیشین نیز اثر منفی ایجاد بافت ناهمگن در تیرهای چوبی بر روی فاکتور میرایی ارتعاش مورد بررسی قرار گرفته بود (Kohantorabi *et al.*, 2012). نتایج حاصل از این تحقیق نیز حکایت از آن داشت که میزان افزایش میرایی ارتعاش با میزان ناهمگنی ایجاد شده در محصول ارتباط مستقیم دارد. فاکتور کیفیت (رابطه‌ی ۵) با میرایی ارتعاش نسبت عکس دارد؛ بنابراین با توجه به توضیح ارائه شده در مورد نتایج حاصل از میرایی ارتعاش،

- Kohantorabi, M. Ghaznavi, M. Roohnia, M. Tajdini, A. Kazemi Najafi, S. 2012. The effect of joint type on acoustical properties of jointed beams. 6(4):117-128.
- Liang, S. Q. and Feng, F. (2007). Comparative study on three dynamic modulus of elasticity and static modulus of elasticity for lodgepole pine lumber, Journal of Forestry Research 18(4), 309-312.
- Roohnia M, Tajdini A, Manouchehri N (2011) Assessing wood in sounding boards considering the ratio of acoustical anisotropy. NDT&E International. 44, 13-20.
- Roohnia, M. Tajdini, A. 2007, Study on the Possibility of Mechanical Measurements on Wood Using Free Vibration Method in comparison with the Static and Forced Vibration Methods. Journal of Agriculture science Islamic Azad University, Science and Research Branch. 13(4):1017-1027
- Roohnia, M. Behnam, B. Hossein, MA. Alavi-Tabar, SE. Tajdini, A. Manochehri, N. 2010. Evaluating the modulus of elasticity of Arizona cypress wood using Iranian forced system. Journal of Sciences and Techniques in Natural Resources. 5(2): 61-73.
- Ross R.J, Pellerin R.F. (1994) Nondestructive Testing Assessing Wood Members in Structures. USDA Society Review.
- Wang D, Sun XS (2002). Low density particleboard from wheat straw and corn pith. Industrial Crops and Products Vol 15: 43-50.
- Wegst UGK (2006) Wood For Sound, American Journal of Botany 93(10): 1439–1448.
- Wang S, Chen J, Tsai M, Lin C & Yang T (2008) Grading of Softwood Lamber Using Non-destructive Techniques, Journal of Material Processing Technology.208:149-158
- Yang TH, Wang SY, Lin CJ, Tsai MJ (2008) Evaluation of the Mechanical Properties of Duglas-fir and Japanese Cedar Lumber and its Structural Glulam by Nondestructive Techniques. Construction and Building Materials. 22:487- 493.
- Yousefi, H. Enayati, A.A. Faezipour, M. and Sadatnejad, H. 2008, The effect of steaming time and resin content on MDF made from canola straw. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research. 23(2): 149-156

شده از خرد چوب پهن برگان می‌گردد؛ بنابراین می‌توان با کاربرد ضایعات کلزا در ساخت این تخته‌ها علاوه بر استفاده‌ی بهینه از ضایعات کشاورزی، محصولی با خواص آکوستیکی مناسب برای کاربرد در سالن‌های تشدید صدا تولید نمود.

منابع مورد استفاده

- Alberktas D, Vobolis J (2004) Modeling and Study of Glued Panel.Materials Science (medziagotyra).Vol. 10(4). 370-373
- ASTM Standards (2002) Standard Test Method for Dynamic Young's Modulus, Shear Modulus, and Poisson's Ratio of Refractory Materials by Impulse Excitation of Vibration, Designation C1548. 7p.
- ASTM Standards (2007) Test Methods for Evaluating Properties of Wood-Base Fiber and Particle Panel Materials, Designation D1037. 30p.
- Ayarkwa J, Hirashima Y, and Sasak Y (2000) Predicting Modulus of Rupture of Solid and Finger-Jointed Tropical African Hard Woods Using Longitudinal Vibration. Forest Products Journal. Vol. 51(1). 85-92.
- DIN Standards (1993) Wood-based panels; determination of dimensions of test pieces. Designation En-325-1. 5p.
- Divos F, Tanaka T, (2005) Relation Between Static and Dynamic Modulus of Elasticity of Wood. Acta Silv. Lign. Hung., No.1 :105-110.
- Fenghu W, Xiaodong, Z (2007) Applications of wavelet transformation in the nondestructive test of medium density fiberboard., Frontiers of Forestry in China. NO (2)2: 227-230.
- Grundström F (1998) Non-destructive Testing of Particle Board with Ultra Sound and Eigen Frequency Methods. Master of Science Thesis, Institute of Skellefteå, ISSN 1402-1617.
- Kazemi Najafi, S. (2002). Mechanical Properties of Particleboard by Ultrasonic Technique, *Ph.D. Thesis*, Tehran University Iran, 127pp.

Investigating the effect of canola particles on acoustic properties of particleboard

H. Ghasemi^{1*}, A. Jahan-Latibari², M. Roohnia³ and M. Kohantorabi⁴

1*-Corresponding Author, M.Sc., Wood and Paper Science and Technology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran, Email:Ghasemi.hanieh@yahoo.com

2- Professor, Wood and Paper Science and Technology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

3-Associate Prof., Wood and Paper Science and Technology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

5-M.Sc., Wood and Paper Science and Technology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

Received: June, 2013

Accepted: June, 2014

Abstract

The effect of the application of different contents of canola particles in the production of particleboard on its acoustic properties were determined using free vibration on free-free bars procedure. 33 samples from each combination of canola and wood particles were prepared and the acoustical properties were determined. Results showed that as the content of canola particles in the mixture of the particles increases, the modulus of elasticity and acoustic coefficient of boards increases from 1260 MPa and 2.34 m⁴/s.kg to 1560 MPa and 2.54 m⁴/s.kg respectively. At the lower content of canola particles in the particles mixture, because of inhomogeneity, damping factor increased but by increasing the content of canola particles more homogeneous boards was obtained and damping factor decreased. Also, results showed that significant increase in acoustic coefficient efficiency was reached by increasing the content of canola particles. Therefore as the results revealed, incorporating more canola particles in the particleboard mixture, acoustic properties of particleboard improves and the product can be used in acoustic environments, halls and etc.

Key words: Canola particles, particleboard, vibration, acoustical properties.