

## بررسی اثر پوشش دهنده کاغذ حاصل از خمیر سودای باگاس با پلیمرهای زیست تخریب پذیر

احمدرضا سرایان<sup>۱</sup>، سمیه حیدری<sup>۲</sup> و علیرضا شاکری<sup>۳\*</sup>

۱- دانشیار، صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۲- نویسنده مسئول، دانشجوی دکترای صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

پست الکترونیک: Somayeh\_heydari88@yahoo.com

۳- دانشیار، صنایع پلیمر دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

تاریخ دریافت: مرداد ۱۳۹۴ تاریخ پذیرش: دی ۱۳۹۴

### چکیده

در این پژوهش اثر پوشش دهنده چهار نوع پلیمر زیست تخریب پذیر نشاسته آنیونی، کیتوزان، پلی ونیل الکل و اتیلن ونیل الکل بر روی ویژگی های جذب آب، مقاومت به عبور هوا و شاخص مقاومت به ترکیدن کاغذ حاصل از خمیر سودای باگاس بررسی شد. پوشش دهنده توسط انود دگر آزمایشگاهی انجام گردید. وزن انود بر روی ورق های دست ساز حاصل  $3-6 \text{ g/m}^2$  بود. نتایج حاصل از اندازه گیری ویژگی های مختلف فیزیکی و مقاومتی نشان داد که شاخص مقاومت به ترکیدن کاغذ های انود شده با اتیلن ونیل الکل و نشاسته آنیونی به ترتیب  $34/4$  و  $32/0.2$  درصد نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت؛ و مقاومت به عبور هوا در کاغذ انود شده با نشاسته آنیونی  $173/23$  درصد بیشتر از نمونه شاهد بود. همچنین جذب آب کاغذ انود شده با کیتوزان کمترین میزان را نشان داد.

واژه های کلیدی: بسته بندی، پلیمر زیست تخریب پذیر، شاخص مقاومت به ترکیدن، خمیر سودای باگاس.

### مقدمه


(2004). کاغذ به دلیل زیست تخریب پذیر بودن دوستدار محیط زیست است، بنابراین به طور وسیعی برای بسته بندی استفاده می شود، کاغذ ساختاری سلولزی دارد که از میکروفیبریل هایی تشکیل شده است که خود شامل زنجیره های بلند سلولزی با نواحی بلوری و بی شکل است. طبیعت آب دوست سلولز از گروه های OH واحد های سلولزی نشأت گرفته است؛ بنابراین یکی از محدودیت های استفاده از کاغذ در بسته بندی، نفوذ پذیری آن به آب و گاز است، به ویژه در بسته بندی مواد غذایی. کاغذ بسته بندی به آسانی می تواند آب را از محیط یا غذا جذب کند و ویژگی های آن تغییر یابد، به نحوی که انتقال رطوبت در کاغذ

از آنجایی که بسته بندی از ابزارهای مهم در بعد ملی و بین المللی است، از این رو نقش کلیدی خود را دارد. یک بسته بندی مناسب قادر است به عنوان یک فروشنده خاموش نقش خود را ایفا کند (Afrasiabi, 2010). پلیمر های مصنوعی به دلیل داشتن ویژگی های مکانیکی خوب و نفوذ پذیری کم به طور وسیعی برای بسته بندی استفاده می شوند، اما استفاده از این نوع بسته بندی ها منجر به مشکلات زیست محیطی می شود. بازار بسته بندی دوستدار محیط زیست و استفاده از مواد زیست تخریب پذیر بزرگ ترین قابلیت برای کاهش دفع زباله می باشد، Cha & Chinnan,


ساختار فیزیکی سطح کاغذ به عنوان مثال زبری یا صافی کاغذ نقش مهمی بر روی کیفیت چاپ دارد. پوشش دهی سطحی کاغذ بر روی زبری، تخلخل و مقاومت درونی کاغذ تأثیر می‌گذارد (Koskela & Hormi 2003).

نشاسته به عنوان یک پلیمر ارزان، قابل دسترس، کاربردهای زیادی دارد. در تیمار سطحی کاغذ استفاده با بار منفی می‌تواند استفاده شود که منجر به بهبود ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی کاغذ گردد. نشاسته پلیمری نیمه بلوری است که از واحدهای گلوکوپیرانوزیل-D<sub>-4</sub>-D<sub>-1</sub> تشکیل شده است و شامل آمیلوز پلی ساکاریدی خطی و آمیلو پکتین پلی ساکاریدی شاخه‌دار می‌باشد که در شکل ۱ نشان داده شده است (Jie et al., 2009).

می‌تواند با پراکنش بخار آب در دیواره سلولی الیاف پدید آید (Bandyopadthay et al., 2002). دلیل این محدودیت‌ها اغلب موادی مانند آلمینیوم یا مواد پلاستیکی به همراه کاغذ استفاده می‌شود (Zhang et al., 2001). ویژگی‌های سطحی کاغذ، به کاغذ پایه و تیمارهای سطحی از قبیل پوشش دهی و آهاردهی سطحی بستگی دارد (Vartiainen et al., 2004). برای بهبود ویژگی‌های کاغذ، پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر با روش‌های متفاوت می‌توانند بر روی کاغذ و مقوا پوشش دهی شوند که پوشش، بستگی به نوع مواد پوشش دهی و نوع کاغذ مورد استفاده دارد و قابلیت جایگزینی پلیمرهای مصنوعی را در پوشش دهی کاغذ دارند (Krochta, 2002).

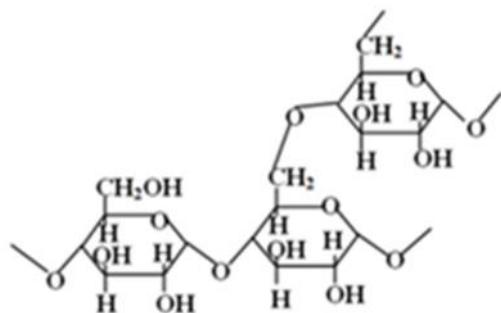

آمیلوز

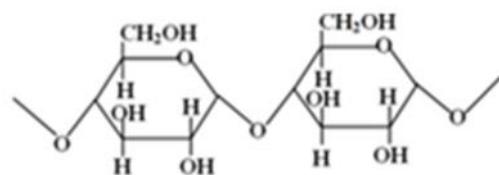


آمیلو پکتین

شکل ۱- ساختار نشاسته


آمینی جایگزین شده است. کیتوzan در آب با شرایط قلیایی نامحلول است، زیرا گروه‌های آمینی در آب اسیدی قابل حل هستند. ساختار کیتوzan در شکل ۲ نشان داده شده است.

کیتوzan پلی ساکاریدی طبیعی است که از اتصالات (۱-۴) تشکیل شده است، ساختاری شبیه به سلولز دارد، با این تفاوت که گروه‌های هیدروکسیل کربن شماره ۲ با گروه‌های

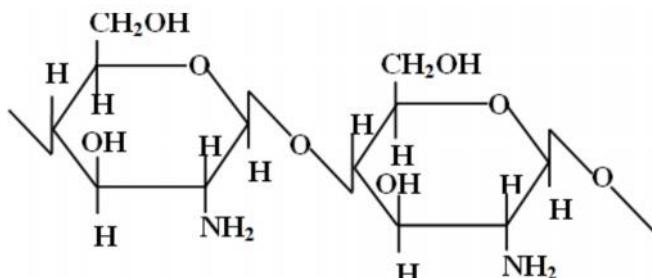

شکل ۲- ساختار کیتوزان

به کاغذ حاصل از الیاف پالایش شده، بهبود ویژگی های سطحی کاغذ را گزارش کردند.

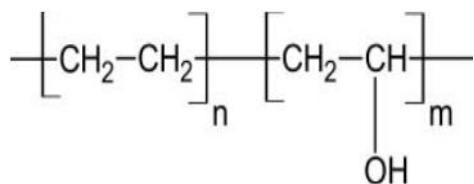

شکل ۴- ساختار اتیلن و نیل الکل

در این پژوهش اثر ۴ نوع پلیمر زیست تخریب پذیر کیتوزان، نشاسته آئیونی، پلی ونیل الکل و اتیلن ونیل الکل بر روی ویژگی های مقاومت به ترکیدن، جذب آب و مقاومت به عبور هوای کاغذ حاصل از خمیر سودای باگاس بررسی شد.

### مواد و روش ها


در این پژوهش از PVA با وزن مولکولی متوسط ۵۰۰۰-۳۱۰۰۰ درصد هیدرولیز ۹۸-۹۹٪، کیتوزان با وزن مولکولی متوسط  $5 \times 10^5$  که ۷۵-۸۵٪ استیله شده، استفاده شد. کاغذهای دستساز مورد استفاده از خمیر سودای باگاس با درجه روانی CSF ۴۰۰ که از کارخانه هفت تپه اهواز تهیه شده بود با  $120 \pm 5 \text{ g/m}^2$  ساخته شد.

### تهیه محلول پلیمرها

محلول نشاسته با توجه به روش Guazzotti و همکاران (۲۰۱۵)، با درصد خشکی ۲ درصد با غلظت  $2 \text{ g/ml}$  در دمای ۹۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ دقیقه به طور غیرمستقیم پخته، سپس در دمای اتاق سرد شد. محلول

کیتوزان پلیمری زیست تخریب پذیر است که منجر به بهبود ویژگی های مقاومتی و چاپ پذیری کاغذ می گردد (Laleg, 2001).

پلی ونیل الکل (PVOH) یک پلیمر سنتزی زیست تخریب پذیر و قابل حل در آب می باشد و درجه هیدرولیز این پلیمر بر روی ویژگی های آن از قبیل کشش سطحی، سازگاری، سرعت واکنش، رئولوژی و حلalit در آب تأثیر می گذارد. در صنعت کاغذ در آهاردهی سطحی و پوشش دهی کاغذ به کار برد می شود که ساختار آن در شکل ۳ نشان داده شده است (shahbazi, 2015).

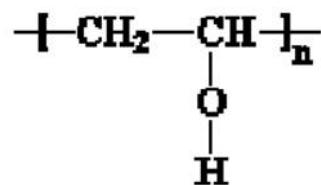

شکل ۳- ساختار پلی ونیل الکل

از دیگر پلیمرهای زیست تخریب پذیر می توان اتیلن ونیل الکل (EVOH) را نام برد که کوبلیمر پلی اتیلن (PE) و پلی ونیل الکل (PVOH) می باشد. اگر درصد مول اتیلن در ساخت آن افزایش یابد از نظر ویژگی بیشتر به پلی اتیلن و اگر درصد مول اتیلن آن کم باشد بیشتر شبیه پلی ونیل الکل خواهد بود. اتیلن ونیل الکل پلیمری نیمه بلوری می باشد که ساختار آن در شکل ۴ نشان داده شده است.

Ashori و همکاران (۲۰۰۴)، با بررسی تأثیر کیتوزان بر ویژگی های سطحی کاغذ حاصل از کنف، با افروختن کیتوزان

برای تعیین ویژگی‌های کاغذ، نمونه‌ها در شرایط کلیما رطوبت نسبی  $50 \pm 2$  و دمای  $23 \pm 1$  درجه سانتی‌گراد مطابق با استاندارد TAPPI T 402 sp-98 به مدت ۴ ساعت قرار گرفته‌ند. برای تعیین مقاومت به ترکیدن از استاندارد T 460 om-96، مقاومت به نفوذ هوا T460 om-02 و جذب آب T411om-97 استفاده شد.

### روش آماری

تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS، از طرح کاملاً تصادفی با آنالیز واریانس یک‌طرفه و درنهایت، گروه‌بندی میانگین‌ها به کمک آزمون دانکن (در سطح ۵ درصد) انجام شد.

### نتایج

نتایج حاصل از اندازه‌گیری مقاومت به ترکیدن، جذب آب و مقاومت به عبور هوای کاغذ قبل از پوشش‌دهی و بعد از پوشش‌دهی با پلیمرهای مختلف در جدول ۱ آمده است.

کیتوزان با توجه به روش Singh و Maitra (۲۰۱۴)، با درصد خشکی ۱ درصد در اسید استیک ۱ درصد در دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد با همزن مغناطیسی به مدت ۲۰ دقیقه با غلظت  $1\text{ g}/\text{ml}$  PVA طبق روش Ashori و همکاران (۲۰۰۵) و EVOH نیز به همین روش هریک به‌طور جداگانه با غلظت  $1\text{ g}/\text{ml}$  به مدت ۲۰–۳۰ دقیقه در دمای ۹۰ درجه سانتی‌گراد آماده شد. البته به‌دلیل غلظت متفاوت پلیمرها از محلول نشاسته ۵ ml و پلیمرهای دیگر  $10\text{ ml}$  بر روی کاغذ پوشش‌دهی گردید.

### روش پوشش‌دهی

آزمایش‌ها در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان توسط دستگاه انودگر آزمایشگاهی Auto BAR Coater با سرعت  $5\text{ cm s}^{-1}$  انجام شد. وزن پوشش نمونه‌ها  $3-6\text{ g/m}^2$  بود. سپس نمونه‌ها توسط گیره در یک قاب چوبی مهار شده، در هوا خشک شدند.


### استانداردهای مورد استفاده

جدول ۱- نتایج حاصل از اندازه‌گیری ویژگی‌های کاغذ پوشش‌دهی شده و نمونه شاهد


نیمار	تیمار	کد	شاخص مقاومت به	جذب آب ( $\text{g/m}^2$ )	مقاآمت به عبور هوا (S)
نیمار	تیمار	کد	ترکیدن ( $\text{Kpam}^2/\text{g}$ )		
شاهد	R	۲/۰۸۳	۳۹	۳۳/۳۳	
کیتوزان	C	۲/۳۴	۲۹/۲۸	۴۷/۳۳	
نشاسته	S	۲/۷۵	۵۲/۳۸	۹۱/۰۷	
پلی ونیل الکل	P	۲/۶۳	۴۶/۶۶	۵۰/۱۴	
اتیلن ونیل	E	۲/۸	۶۳	۵۵/۱۶۳	
الکل					

ونیل الکل در گروه‌بندی دانکن در گروه اول قرار گرفته است که اتیلن ونیل الکل منجر به افزایش  $34/13$  درصد و نشاسته آنیونی منجر به افزایش  $32/02$  درصد مقاومت به ترکیدن شد.

مقاومت به ترکیدن همان‌طور که در شکل ۵ مشاهده می‌شود پوشش‌دهی هر ۴ نوع پلیمر زیست‌تخربی‌پذیر بر روی مقاومت به ترکیدن تأثیر مثبتی داشته است و نشاسته آنیونی و اتیلن

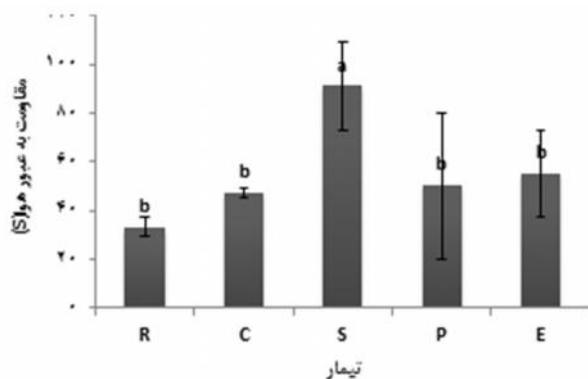

شکل ۷- تأثیر پوشش دهنی پلیمرهای زیست تخریب پذیر بر روی مقاومت به عبور هوا

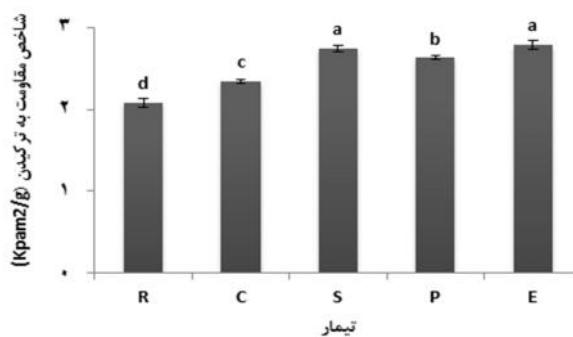

شکل ۵- تأثیر پوشش دهنی پلیمرهای زیست تخریب پذیر بر روی مقاومت به ترکیدن کاغذ

### بحث


همان طور که در شکل ۱ دیده می شود هر ۴ نوع پلیمر زیست تخریب پذیر اثر مثبت بر روی مقاومت به ترکیدن داشته اند؛ و نشاسته آنیونی و EVOH تأثیر بیشتری در مقایسه با پلی ونیل الکل و کیتوزان داشته است. واکنش بین الیاف سلولزی با نشاسته، PVA و EVOH شامل شکل گیری پیوندهای هیدروژنی بین گروه های هیدروکسیل، نشاسته، PVA و EVOH با اکسیژن سلولز می باشد. کیتوزان دارای بار مثبت و دارای گروه های آمینی است و در طی فرایند پوشش دهنی پیوندهای آمینی یا یونی با الیاف سلولزی تشکیل می دهد (Ashori *et al.*, 2004). یکی از ویژگی های مهم کاغذ توپانی آن در کنترل نفوذ مایع می باشد (Micale *et al.*, 1989). نتایج حاصل از اندازه گیری انجام شده در این تحقیق نشان می دهد که کیتوزان جذب آب کاغذ را کاهش می دهد، به دلیل اینکه محلول کیتوزان دارای جرم مولکولی بالاتر و گرانروی بیشتر است و از طرفی برخلاف سه پلیمر نشاسته، پلی ونیل الکل و اتیلن ونیل الکل، کیتوزان آب دوستی کمتری دارد؛ بنابراین سرعت نفوذ آب به درون کاغذ را کاهش می دهد؛ به طوری که کاهش جذب آب کاغذ ویژگی چاپ پذیری را بهبود می بخشد (Ashori *et al.*, 2004). تخلخل یکی از مهمترین ویژگی های مؤثر در جذب مرکب است. مرکب با نیروی موئینگی در منافذ و فضاهای بین لیفی کاغذ نفوذ می کند و کاغذ انود شده نفوذ مرکب به

### جذب آب

در آزمون کاب مقدار آبی که توسط سطح معینی از کاغذ در یک فاصله زمانی مشخص جذب می شود، اندازه گیری می گردد. نتایج حاصل از آزمون کاب در شکل ۶ نشان می دهد که کاغذ انود شده با کیتوزان کمترین میزان جذب آب را داشته است و کاغذ انود شده با اتیلن ونیل الکل بیشترین میزان جذب آب را نشان داده است.

### مقاومت به عبور هوا

مقاومت به عبور هوا در شکل ۷ نشان داده شده است، همان طور که می بینیم نشاسته بیشترین تأثیر را بر روی این ویژگی دارد.

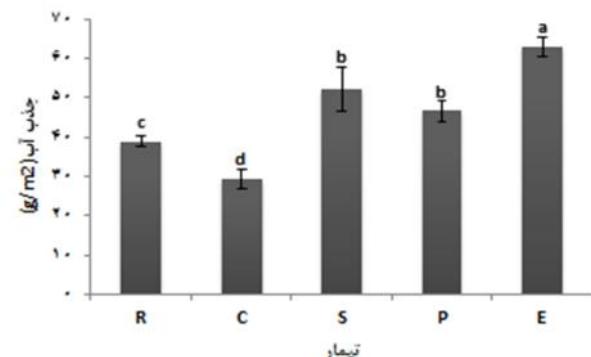

شکل ۶- تأثیر پوشش دهنی پلیمرهای زیست تخریب پذیر بر روی جذب آب کاغذ

- (*Hibiscus cannabinus*) paper., Iranian Polymer Journal, 14(9): 807-814.
- Bandyopadthay A, Romarao BV, Ramaswamy S. 2002. Transient moisture diffusion through paperboard materials. *Colloid Surf A*, 206: 455–67.
- Cha D. S., and Chinnan M. S. 2004. Biopolymer-based antimicrobial packaging:Areview. *Critical Reviews in FoodScience and Nutrition*, 44, pp.223 - 237.
- Guazzotii,V., Limbo, S., Piergiovanni, L., Fengler, R., Fiedler, D., Gruber, L. 2015. A study into the potential barrier properties againstmineraloils of starch-based coatings onpaperboardfor food packaging. *Food Packaging and shelf life*, 3:9-18
- Jie, R., Hongye, F., Tianbin, R., Weizhong, Y. Preparation, 2009. characterization and properties of binary and ternary blens with thermoplastic starch, poly (lactic acid) and poly(butylene adipatecoterephthalate), carbohydrate Polymer, vol, 77:576-582.
- Koskela, J. P., Hormi, O. E. O. 2003. Improving the printability of paper with long-chain quaternaries. *APITTAJ*, 56: 296-300.
- Krochta JM. 2002. Proteins as raw materials for films and coatings: definitions, current status, and opportunities. In: Gennadios A, editor. *Protein-based films and coatings*. Boca Raton, Fla.; London; New York; Washington, D.C.: CRC Press, 1–32.
- Laleg, M., carroll, J, P., Hirabayashi, Y., Muvundarnina, M., Winterowd, J, G., 1990. Chitosn-coated fiber for use in papermaking. *Mater. Res. Soc. Symp. Proc.*, Vol. 197: 239-243.
- Micale, F.J.,Iwasa S., Lavelle, J.,1989. The role of wetting in printing, 41st TAGA Proc., pp:309-329.
- Maitra, J., Singh., N., 2014. Swelling behavior starch chitosan polymeric blend, *Advances in polymer Science and Technology: An International Journal.*, 4(2):22-27
- Molton, S., KUYS, K., Parker, I., Vanderhoek, N., 1997. The influence of fiber properties on the adsorption of cationic starch by eucalypt pulps. 51 stAppita Ann. Gen. conf. proc., vol. 1: 37-44.
- Vartiainen J, Motion R, Kulonen H, RattoM,Skytta E, Ahvenainen R. 2004. Chitosan-coatedpaper: effects of nisin and different acids on the antimicrobial activity. *J ApplPolymSci*94:986–93.
- Zhang Z, Britt IJ, Tung MA. 2001. Permeation of oxygen and water vapor through EVOH filmsas influenced by relative humidity. *J ApplPolymSci* 82:1866–72.
- <http://www.specialchem4coatings.com>

درون کاغذ را بیشتر از کاغذ اندود نشده کنترل می‌کند. با فرایند پوشش دهنده منافذ کاغذ کاهش می‌یابد و با کاهش منافذ مقاومت در عبور هوا افزایش می‌یابد (al.,1997)

در این پژوهش افزایش مقاومت به ترکیدن در پوشش دهنی هر ۴ پلیمر مشاهده شد. این پدیده به دلیل ایجاد پیوندهای هیدروژنی بین الیاف سلولزی با پلیمرهای EVOH, PVA و نشاسته و تشکیل پیوندهای آمینی بین کیتوزان و الیاف سلولزی انجام شده است. پوشش نشاسته مقاومت به عبور هوا را بیشتر از پلیمرهای دیگر افزایش داده است، پدیده افزایش مقاومت نسبت به عبور هوا ممکن است به دلیل کاهش تعداد منافذ یا کاهش اندازه منافذ باشد. همچنین نشاسته به علت نزدیک بودن واحدهای ساختاری آن با واحدهای سازنده سلولز کاغذ و برهم‌کنش بهتر با سلولز کاغذ فیلم یکدستی بر روی سطح آن ایجاد می‌کند (Ashori et al., 2004). نشاسته به علت داشتن گروههای هیدروکسیل فراوان و داشتن نواحی بی‌شکل پلیمری آب‌دوست است، از این‌رو جذب آب را نسبت به نمونه شاهد افزایش داده است، بنابراین پیشنهاد می‌گردد از ماده‌ای آب‌گریز در کنار نشاسته استفاده شود. همچنین کیتوزان جذب آب را نسبت به نمونه شاهد کاهش داده، بنابراین از پلیمرهای زیست‌تخربی‌پذیر با توجه به نوع کاربرد می‌توان در پوشش دهنی کاغذ بهویژه کاغذ بسته‌بندی استفاده کرد.

### منابع مورد استفاده

- Afrasiabi, N., 2010. *Packaging, InternationalExhibition Company of Islamic Republic Iran*.
- Ashori, A., Jalaluddi, H., Warwick, D., Warwick, D., Wan, MD and Mohd. 2004. Effect of Chitosan Addition on the Surface Properties of Kenaf

## **Effect of coating paper made from bagasse soda pulp using biodegradable polymer**

**A. Saraeyan<sup>1</sup>, S. Heydari\*<sup>2</sup>, A. Shakeri<sup>3</sup>**

1-Associate Prof., Pulp and paper, Gorgan University of Agricultural sciences and Natural Resources, Department of Wood & Paper Engineering, Gorgan, Iran

2-\* Corresponding Author, Ph.D., Student, Pulp and paper, Gorgan University of Agricultural sciences and Natural Resources, Department of Wood & Paper Engineering, Gorgan, Iran, Email: somayeh\_heydari88@yahoo.com

3- Associate Prof., Industrial Polymer, Department of Chemistry, Tehran, Iran

Received: Aug., 2015

Accepted: Jan., 2016

### **Abstract**

This study was carried out to determine the effect of four types of biopolymers such as anionic starch, chitosan, polyvinyl alcohol and etylenvinyl alcohol, on the water absorption, air resistance, burst index of paper made from bagasse soda pulp. Coating was done with coater tester. Coating weight was 3-6 g/m<sup>2</sup>. The results of the mechanical and physical properties of the hand sheets showed that burst index of handsheets coated with etylenvinyl alcohol and anionic starch was increased 34.4 and 26.26% respectively compared to control sample. Air resistance of paper coated with starch was 173.23% more than control sample. Also, chitosan coated paper showed minimum water absorption.

**Key words:** Packaging, biodegradable biopolymer, burst index, bagasse soda pulp.