

## بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت‌های زمینه پلی استری تقویت شده با کاربیدسیلیسیم و فایبرگلاس

رامینه راد<sup>۱\*</sup>، احمد منشی<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup> کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

<sup>۲</sup> استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

تاریخ ثبت اولیه: ۹۲/۶/۳۰، تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: ۹۲/۱۲/۴، تاریخ پذیرش قطعی: ۹۲/۱۲/۶

**چکیده** در تحقیق حاضر به بررسی رفتار سایش ساینده کامپوزیت‌های زمینه پلی استری تقویت شده با درصد‌های گوناگون پودر کاربید سیلیسیم و الیاف فایبرگلاس پرداخته شده است. تاثیر درصد‌های گوناگون الیاف فایبرگلاس و پودر کاربید سیلیسیم و همچنین فاصله لغزشی بر روی جرم از دست رفته مورد آزمایش قرار گرفته است. با افزایش فاصله لغزشی، میزان درصد جرم از دست رفته کاهش می‌یابد و با کاهش درصد جرم از دست رفته، مقاومت در برابر سایش کامپوزیت زیاد خواهد شد. ویژگی‌های استحکام مواد به نوع و کیفیت تقویت کننده بستگی دارد. از اینرو نمونه شامل ۱٪ وزنی فایبرگلاس در درجه اول و ۳٪ وزنی کاربید سیلیسیم در درجه دوم بیشترین استحکام را از خود نشان دادند. وزن مخصوص نانو کامپوزیت‌ها با افزودن تقویت کننده به زمینه تمایل به کاهش از خود نشان داد در حالیکه درصد تخلخل باز نانو کامپوزیت‌ها تمایل به افزایش داشتند. در نهایت بررسی ریزساختار کامپوزیت‌های تقویت شده توسط آنالیز پراش اشعه‌ی ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد که به دلیل درصد ناچیز تقویت کننده‌ها به فاز زمینه، فاز شناسی خیلی قابل شناسایی نبود.

**کلمات کلیدی:** نانوکامپوزیت، ساینده، پلی استر، فایبرگلاس، کاربید سیلیسیم

## The Investigating to Physical and Mechanical properties of Nano Polyester matrix composites reinforced with Fiber Glass and silicon carbide

R. Raad<sup>1</sup> and A. Monshi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ms.c student, Faculty of Materials Engineering, Islamic Azad university of Najaf Abad.

<sup>2</sup>Professor, Department of Materials Engineering, Isfahan university of Technology, Isfahan, Iran

**Abstract** An experimental study was conducted to determine the abrasive wear behavior of different weight percentage fiberglass and silicon carbide powder filled polyester composites. The effect of glass fiber and SiC powder concentration and sliding distance on the weight loss of composites has been analyzed. The weight loss depends on fiber glass and powders concentration. The weight loss decreases with the increase of sliding distance and wear resistance increases with the decrease of percentage of weight loss. Strength characteristics on the material depending on the type and quantity of fillers have been tested. Sample having 1 weight percentage (wt%) of fiber glass and 3 percentage (wt%) of SiC show the maximum strength. Density of the Nano composites tends to decrease with adding filler into matrix, While porosity percentage and water absorption percentage of the Nano composites tend to increase. At least morphologies and microstructures of samples were characterized by various techniques such as X-Ray diffraction (XRD), Scanning electron microscopy (SEM), nevertheless the X-Ray diffraction could not identify the phases because of the small percentage of reinforcements.

**Keywords:** Nanocomposites, abrasive, polyester, fiber glass, silicon carbide.

\*عهده‌دار مکاتبات

نشانی: دانشگاه آزاد نجف آباد

تلفن: ۰۳۱۱-۶۲۵۲۸۱۱، دورنگار: -، پیام‌نگار: [ramineh\\_r66@yahoo.com](mailto:ramineh_r66@yahoo.com)

[www.SID.ir](http://www.SID.ir)

## ۱- مقدمه

امروزه نانو کامپوزیت‌ها در مقایسه با پلیمرهای مشابه خالص و کامپوزیت‌های متداول، به دلیل داشتن خواص مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی مطلوب‌تر، کاربرد وسیعی در زمینه‌های مختلف صنعتی و تحقیقاتی یافته‌اند. نانوکامپوزیت‌های پلیمری نسل جدیدی از مواد هستند که شامل یک ماتریس پلیمری و درصد کمی از یک تقویت‌کننده نانومتری می‌باشند. تقویت‌کننده‌های نانومتری به علت داشتن نسبت طول به قطر زیاد، ابعاد بسیار کوچک و میزان سطح بسیار بالا در مقایسه با تقویت‌کننده‌های معمولی باعث بهبود خواص پلیمر می‌شود. وزن کمتر قطعه نهایی در مقایسه با کامپوزیت‌های معمولی، استحکام مکانیکی بالاتر، مقاومت بالا در برابر نفوذ گازها و بخارات، سطح ظاهری بهتر، فرآیندپذیری راحت‌تر و تحمل حرارتی بالاتر، از ویژگی‌های این مواد است. از طرف دیگر نانوکامپوزیت‌ها به دلیل داشتن خواص مکانیکی مناسب نسبت به مواد پلیمری مشابه، دارای طول عمر بالاتر بوده و لذا مشکلات زیست محیطی مربوط به پسماند آنها نیز کاهش می‌یابد [۱]. کاربردهای واقعی نانوکامپوزیت‌های پلیمری با سرعت یکنواختی در حال گسترش است که این امر به علت بالا بودن قیمت مواد اولیه می‌باشد و می‌توان گفت برخی کاربردها به دلایل اقتصادی با شکست مواجه شده است. تحقیقات بیشتری در دستور کار قرار گرفته تا نانو مواد جدیدی ساخته شود که علاوه بر مزیت‌های مواد قدیمی‌تر، عیوب آنها را از لحاظ قیمت یا خواص مکانیکی، فیزیکی و سایشی برطرف نماید. این مواد جدید، نانوسیلیکات و کاربیدسیلیسیم می‌باشند. مواد اولیه برای ساخت چنین موادی دارای فراوانی بسیاری بوده و تولید آنها ساده‌تر و در نتیجه قیمت پایین‌تری دارند. همچنین دارای خواص مکانیکی و فیزیکی خوبی هستند و بازار تجاری بسیار عالی به صورت بالقوه دارند [۲].

در سال ۲۰۰۰ چاند<sup>۱</sup> رفتار مقاومت به سایش کامپوزیت پلی‌استر با فایبرگلاس را مورد بررسی قرار داد. یکی از علت‌های استفاده از فایبرگلاس بعنوان تقویت‌کننده این

است که از گسترش آسیب‌ها طی سایش جلوگیری می‌کند. افزودن الیاف به ترکیب‌های پلیمری در مقایسه با پلیمر خالص باعث افزایش استحکام مکانیکی کامپوزیت می‌شود [۳]. تایب<sup>۲</sup> و همکارانش در سال ۲۰۰۷ افزودن تقویت‌کننده فایبرگلاس به کامپوزیت زمینه پلی‌استر را برای مصارف سایشی چند مرحله‌ای مورد مطالعه قرار دادند. در تحقیق ذکر شده، تاثیر سه درجه کاغذ ساینده SiC (۴۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰) در رفتار سایش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشگاهی نشان داده که سرعت سایش کامپوزیت زمینه پلی‌استر تقویت‌شده با فایبرگلاس با افزایش اندازه ذرات ساینده و سرعت چرخشی بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا خواهد کرد، در حالیکه تمایل دارد با افزایش بار اعمالی نرمال، کاهش یابد [۴]. در سال ۲۰۱۰ میشر<sup>۳</sup> و همکارش عدم یکنواختی سایش در کامپوزیت‌های پلیمری تقویت شده با الیاف گیاهی باگاس را مورد مطالعه قرار دادند. در مقاله میشر، اهمیت عدم یکنواختی سایش کامپوزیت بعنوان تابعی از بار و اندازه ذره ساینده مشاهده شده است. بنابراین نرخ سایش ساینده کامپوزیت، قویا به بار و اندازه ذره بستگی دارد. به همین علت با افزایش بار و اندازه ذره نرخ سایش زیاد می‌شود [۵].

در تحقیق حاضر نخست رزین پلی‌استر همراه با سخت‌کننده‌های مناسب آمیخته شد و از ذرات ساینده کاربید سیلیسیم به‌عنوان تقویت‌کننده استفاده گردید. سپس با ساختن نمونه‌های متفاوت؛ درجه استحکام، سختی و مقاومت به سایش آنها اندازه‌گیری شد. بعد از آن فایبرگلاس که نقش تقویت‌کننده دارد در مقادیر مختلف اضافه گردید و آزمایش‌های استحکام، سختی و سایش در مورد آنها به عمل آمده و بهترین ترکیب و دانه‌بندی معرفی شد. همچنین در این پروژه اثر میزان درصد‌های گوناگون کاربید سیلیسیم و فایبرگلاس بر خواص استحکام فشاری سرد، وزن مخصوص و تخلخل بررسی شده است و در نهایت بررسی‌های میکروسکوپی (SEM) از نحوه اتصال ذرات به زمینه صورت گرفته است.

## ۲- مواد اولیه و روش تحقیق

جهت ایجاد فاز زمینه از ترکیب رزین پلی استر غیراشباع ساخت ترکیه به همراه اتیل متیل کتون پر اکسید (MEKP) ساخت ایران کمپانی ایران یزد به عنوان سخت کننده و نفتالایت کبالت ساخت ترکیه به عنوان تسریع کننده مورد استفاده قرار می گیرد. از الیاف شیشه - FiberGlass از کمپانی Alfa Aesar به عنوان تقویت کننده به همراه کاربید سیلیسیم - SiC با اندازه مش ۲۰۰ با خلوص ۹۹/۹٪ از کمپانی LSM<sup>۱</sup> استفاده شده است. در مرحله ی اولیه ی تحقیق، رزین پایه، تسریع کننده و سخت کننده به نسبت استوکیومتری مخلوط شدند که بر این اساس میزان ۱٪ نفتالایت کبالت را در ۹۷٪ رزین پلی استر مخلوط کرده و در انتها میزان ۲٪ پراکسید به عنوان سخت کننده به رزین اضافه شد. بعد از آماده شدن یک بیج ۱۰ گرمی رزین، ترکیبی از تقویت کننده ها که شامل پودر کاربید سیلیسیم و فایبرگلاس است بطور انفرادی و ترکیبی به فاز زمینه اضافه گردید، که این ترکیبات در جدول (۱) نشان داده شده است.

جدول ۱. نمونه های کامپوزیت زمینه پلی استری تقویت شده

	فاز زمینه			فاز تقویت کننده	
	Polyester	Peroxide	Cobalt	FiberGlass	SiC
۱	٪۹۷	٪۲	٪۱	-	٪۱
۲	٪۹۷	٪۲	٪۱	-	٪۲
۳	٪۹۷	٪۲	٪۱	-	٪۳
۴	٪۹۷	٪۲	٪۱	٪۱	-
۵	٪۹۷	٪۲	٪۱	٪۲	-
۶	٪۹۷	٪۲	٪۱	٪۳	-
۷	٪۹۷	٪۲	٪۱	٪۱	٪۱

در مرحله بعدی، پودر کاربید سیلیسیم و الیاف فایبرگلاس با نسبت های درصدی معین و گوناگون به فاز زمینه اضافه شد، سپس توسط قاشق همزن مخلوط گردید و به صورت ترکیبی یکنواخت درآمد. مایع به دست آمده ژله مانند است که درون قالب های آلومینیومی با ابعاد ۹×۳×۱۱ میلی متر ریخته شد و به منظور همگن شدن مناسب پودر، به مدت ۵ دقیقه، در دمای اتاق نگهداری شد تا سخت شود و بعد از

سفت شدن، نمونه از درون قالب آلومینیومی بیرون آورده شد. قرص های بدست آمده دارای قطر ۹/۳ میلی متر با ارتفاع ۱۱ میلی متری هستند ولی با این تفاوت که حضور گوناگون تقویت کننده ها، نمونه ها را به رنگ های مختلف در آورده که این حالت در هنگام آزمایش مقاومت در برابر سایش اثر خود را تا حدودی نشان داد. قطر نمونه های حاصل در مقایسه با قطر قالب تا حدودی افزایش یافت و این امر به دلیل زیاد شدن غلظت ترکیب و بالا آمدن سطح کامپوزیت برای خروج راحت تر از قالب می باشد. بعد از تهیه قرص ها، آزمایش استحکام فشاری سرد، مقاومت به سایش و آزمایش های خواص ظاهری بر روی آن ها انجام شد. اندازه گیری خواص فیزیکی (درصد جذب آب، درصد تخلخل، دانسیته و درصد انحلال در آب) نمونه های کامپوزیت، طبق استاندارد ASTM C0020-00R05 صورت گرفت. در این مرحله نمونه ها برای بررسی میزان تخلخل و جذب آب آماده شدند. وزن اولیه ( $w_1$ ) تک تک نمونه ها اندازه گیری گردید، بعد از آن قرص ها درون بشرهای ۱۰۰ میلی لیتری حاوی آب مقطر به مدت ۲۴ ساعت قرار گرفتند تا وزن غوطه وری ( $w_2$ ) آن مشخص شود. در نهایت توسط دستگاه تعلیق، وزن معلق در آب ( $w_3$ ) اندازه گیری گردید. همچنین توسط فرمول های ارشمیدس، درصد تخلخل باز و دانسیته برای هر قطعه طبق روابط زیر محاسبه شد و در فصل نتایج و بحث به بررسی خواص فیزیکی هر کدام از نمونه ها پرداخته شده است.

$$\text{وزن اولیه} \\ \text{حجم} = \frac{\text{وزن حجمی مخصوص} \left(\frac{g}{cm^3}\right)}{\text{حجم}} \\ \text{وزن اولیه - وزن غوطه وری} \\ \text{درصد تخلخل باز} = \frac{\text{حجم}}{\text{حجم}} \times 100$$

$$\text{وزن اولیه - وزن غوطه وری} \\ \text{درصد وزنی جذب آب} = \frac{\text{حجم}}{\text{حجم}} \times 100$$

بعد از آن نوبت به آزمایش مقاومت نمونه ها در برابر سایش است، به همین منظور برای راحتی کار از یکسری ورقه های سنباده p100 استفاده شد. قبل از شروع به ساییدن، وزن اولیه قرص ها اندازه گیری گردید، سپس هر کدام از

گرفت. سپس از دستگاه پراش پرتو ایکس برای فاز شناسی و میکروسکوپ الکترونی روبشی برای مطالعه عیوب سطحی استفاده شد.

### ۳- نتایج و بحث

همانطور که در مروری بر منابع به خواص افزودن الیاف به کامپوزیت‌های پلیمری اشاره شد، در تحقیق حاضر نیز برای مقایسه این تقویت‌کننده با تقویت‌کننده کاربیدسیلیسیم و همچنین ترکیبی کلی از تقویت‌کننده‌ها، مورد مطالعه قرار گرفت. در جدول (۲) خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت‌های تقویت‌شده با درصد‌های مختلف فایبرگلاس بررسی می‌شود.

بر خلاف انتظار در شکل (۱)، نمونه‌ها هنگام افزایش میزان درصد تقویت‌کننده با کاهش استحکام روبه رو شده‌اند. با افزودن ۱٪ فایبرگلاس به زمینه پلی‌استر و وارد کردن نیرو توسط دستگاه استحکام فشاری، نمونه هیچ عکس‌العملی نسبت به نیروی وارد شده نشان نداد و قطعه سالم ماند. نیرو تا ۲۰۰۰۰ نیوتن ادامه یافت و بلاخره در این مقدار نیرو، ترکی جزئی ایجاد شد. این روند نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بالای کامپوزیت زمینه پلی‌استری تقویت‌شده با فایبرگلاس است. از طرف دیگر با افزایش میزان درصد‌های فایبرگلاس به زمینه یک شیب نزولی مشاهده می‌شود که این امر بر خلاف توقع برای رسیدن به درصد بهینه از فاز دوم، با ایجاد میکرو ترک‌هایی بعد از افزوده شدن الیاف تا ۳٪، میزان استحکام قطعه را کاهش داد.


جدول ۲. خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت زمینه پلی‌استر تقویت‌شده با فایبرگلاس

درصد تخلخل باز	وزن مخصوص ( $\frac{g}{cm^3}$ )	درصد کاهش وزن	استحکام فشاری (MPa)	تقویت‌کننده	زمینه
۱/۱۱	۱/۲۷	۸/۶۹٪	۱۱۷	۱٪ فایبرگلاس	۹۷٪ ززین
۱/۲	۱/۲۳	۸/۵۸٪	۲۱/۱۸	۲٪ فایبرگلاس	۲٪ پراکسید
۳/۴	۱/۲۴	۸/۸۴٪	۱۸	۳٪ فایبرگلاس	۱٪ کبالت


قرص‌ها روی یک ورق سنباده به طور جداگانه با حرکت رفت و برگشتی یکسان و اعمال نیروی یکسان ساییده شدند. در نهایت با اندازه‌گیری وزن بعد از سایش و جایگذاری در فرمول مربوطه درصد کاهش وزن قطعه به دست آمد. هرچه میزان درصد کاهش وزن بیشتر باشد، مقاومت در برابر سایش نمونه کمتر خواهد بود.

به منظور شناسایی فازهای ایجاد شده در اثر افزودن تقویت‌کننده‌های کاربیدسیلیسیم و فایبرگلاس به فاز زمینه پلیمری از پراش پرتو ایکس استفاده شد. از آن جایی که نمونه‌ها بسیار مستحکم و کوچک هستند و قابل خرد شدن توسط دستگاه آسیاب‌کاری نمی‌باشند ابتدا آن‌ها را با چکش خرد کرده و سپس توسط آسیاب‌کاری پودر و برای انجام آزمایش آماده شدند. آزمایش‌های پراش پرتو ایکس با استفاده از دستگاه پراش پرتو ایکس مدل (PW3040, Philips X'pert) تحت ولتاژ ۴۰KV و جریان ۳۰mA انجام شدند. نرخ نگهداری در هر گام ۱ ثانیه، اندازه گام‌ها ۰/۰۵ درجه و محدوده پراش ۱۰ تا ۹۰ بر اساس محل قرار گرفتن پیک‌ها انتخاب گردید. همچنین استحکام فشاری سرد (CCS) نمونه‌ها طبق استاندارد ASTM CO 133\_97R03 اندازه‌گیری شد.

جهت اندازه‌گیری استحکام نمونه‌ها از دستگاه جک دیجیتال ILE انگلستان استفاده شد. در این مرحله قرصی که هیچ آزمایشی روی آن انجام نگرفته آماده برای آزمایش استحکام فشاری است. از دستگاه استحکام فشاری سرد ولی به روش برزلی استفاده شد چرا که میزان کشش نمونه مدنظر است. به همین منظور قرص بطور افقی در دستگاه قرار گرفت و با اعمال نیرو، قرص به جای اینکه فشرده شود، کشیده شد. بعد از آن با بدست آمدن حداکثر نیرو می‌توان طبق فرمول برزلی میزان استحکام هر کدام از قرص‌ها را تخمین زد. میکرو ساختار و مورفولوژی فازهای ایجاد شده در اثر افزودن تقویت‌کننده‌ها به زمینه توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی LEO 4357P ساخت کمبریج کشور انگلستان بررسی شد. در تحقیق حاضر، ابتدا خواص فیزیکی و مکانیکی مختلف بر روی نمونه‌های کامپوزیت زمینه پلی‌استر خالص و کامپوزیت‌های تقویت‌شده با مواد مختلف مورد بررسی قرار

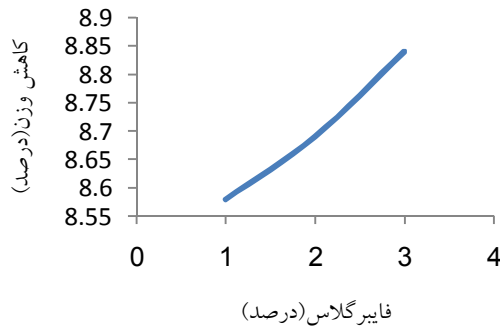

شکل ۲. تست مقاومت به سایش نمونه کامپوزیت زمینه پلی استر تقویت شده با فایبرگلاس

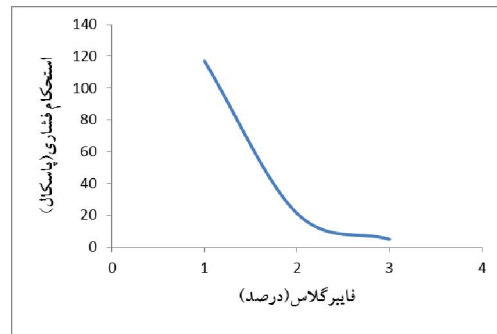


شکل ۱. تست استحکام نمونه کامپوزیت زمینه پلی استر تقویت شده با فایبرگلاس

نمونه‌های کامپوزیتی تقویت شده با فایبرگلاس برخلاف سایر نمونه‌ها تحت سایش سناده برای میزان درصد‌های مختلف، طبق نمودار ترسیم شده در شکل (۲) شیب تقریباً یکنواختی را دارا است. هرچند شیب نمودار بصورت صعودی زیاد می‌شود ولی بر اساس داده‌های ثبت شده در جدول (۲) دیده می‌شود که درصد کاهش وزن برای هر سه نمونه تقریباً نزدیک به هم است و اختلاف زیادی ندارند.


بعد از بررسی میزان استحکام و مقاومت در برابر سایش کامپوزیت‌های تقویت شده با فایبرگلاس، به مطالعه خواص فیزیکی نمونه‌ها در شکل (۳) پرداخته می‌شود. به علت ساختار الیافی که تقویت‌کننده فایبرگلاس دارد، وجود مقادیر ۱ الی ۳٪ فایبرگلاس باعث کاهش تراکم و افزایش تخلخل شده است که این امر به خاطر تقابل الیاف با زمینه می‌باشد. استحکام و مقاومت به سایش با افزایش میزان درصد فایبرگلاس روند کاهشی دارد. حتی مرز مشترک، خود باعث ایجاد ترک شده و با افزایش مقدار مرز مشترک، ترک‌ها رشد یافته و شکست قطعه در نیروهای کمتری را ایجاد کرده است.

بعد از بررسی فایبرگلاس بر روی زمینه پلی استر، در جدول (۳) به مطالعه خواص فیزیکی و مکانیکی درصد‌های مختلف کاربیدسیلیسیم افزوده شده به زمینه پلی استر پرداخته می‌شود.

کامپوزیت‌های پلی استری تقویت شده با کاربید سیلیسیم از مستحکم‌ترین نوع ساینده‌ها می‌باشند، زیرا از نظر استحکام فشاری بسیار بالا بوده است و با افزایش درصد وزنی آن‌ها، میزان استحکام افزایش می‌یابد.

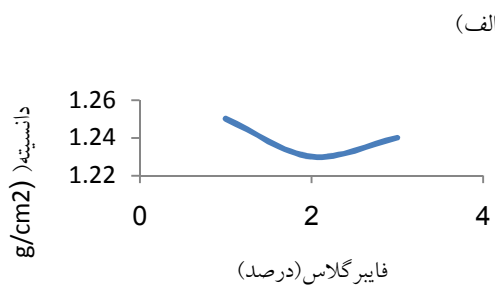

(الف)

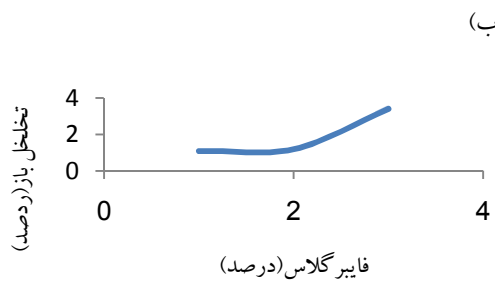

(ب)

شکل ۳. خواص فیزیکی کامپوزیت پلی استر تقویت شده با فایبرگلاس؛ (الف) وزن مخصوص، (ب) درصد تخلخل باز


جدول ۳. خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت زمینه پلی استر تقویت شده با کاربید سیلیسیم

درصد	وزن مخصوص ( $\frac{g}{cm^3}$ )	درصد کاهش وزن	استحکام فشاری (MPa)	تقویت کننده	زمینه
۲/۴٪	۱/۲۶	۸/۴٪	۲۵/۸۴	SiC ۱٪	۹۷٪ زین / ۲٪ پراکسید کبالت
۳/۵٪	۱/۲۵	۷٪	۶۳/۸۵	SiC ۲٪	
۴/۵٪	۱/۲۲	۳/۵٪	۸۶	SiC ۳٪	


همچنین کامپوزیت تقویت شده با کاربید سیلیسیم از انعطاف بالایی برخوردار است؛ به این علت که نمونه‌ها هنگام

باتوجه به شکل (۶) بررسی خواص فیزیکی روی قطعه‌های کامپوزیتی زمینه پلی‌استر تقویت‌شده با کاربیدسیلیسیم دیده می‌شود. طبق نمودار رسم شده در شکل (۶-الف) با زیاد شدن درصد وزنی SiC کاهش تراکم برای قطعه‌های کامپوزیتی دیده می‌شود. به همین علت با زیاد شدن درصد وزنی ذرات از ۱ تا ۳ درصد، میزان درصد تخلخل باز رو به افزایش می‌باشد. این امر نشان می‌دهد دانسیته حجمی ذرات ریز کاربید سیلیسیم کم است و حجم زیادی را اشغال می‌کند و وجود آن باعث انبساط می‌گردد. ارتباط این ذرات با زمینه پلی‌استر بسیار خوب بوده است بطوریکه علی‌رغم کاهش تراکم، افزایش خواص مکانیکی استحکام و مقاومت به سایش ایجاد شده است. پیوند قوی بین ذرات کاربیدسیلیسیم و زمینه مانع پیشرفت ترک و باعث افزایش استحکام و مقاومت به سایش شده است.

(الف)

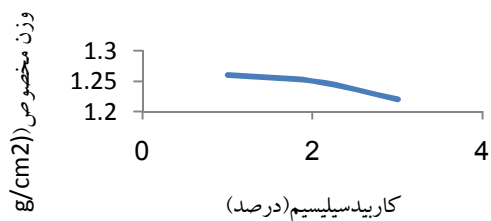


(ب)

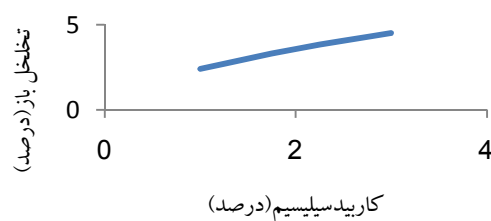

شکل ۶. خواص فیزیکی کامپوزیت زمینه پلی‌استر تقویت شده با کاربیدسیلیسیم؛ (الف) وزن مخصوص، (ب) درصد تخلخل باز


بعد از بررسی تقویت‌کننده‌های کاربید سیلیسیم و فایبرگلاس به مطالعه بر روی ترکیب این دو تقویت‌کننده به زمینه پلی‌استری پرداخته شده است. جدول (۴) به بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی این کامپوزیت ترکیبی پرداخته است. در مقایسه‌ی میزان تراکم نمونه‌های ارائه شده، بیشترین تراکم برای کامپوزیت تقویت‌شده با الیاف فایبرگلاس می‌باشد.

وارد کردن نیرو به قطعات، کشیده و پهن می‌شوند. در کامپوزیت تقویت شده با ۳٪ کاربید سیلیسیم پس از اعمال نیرو به قطعه، ارتفاع آن به ۳/۵mm کاهش یافته است بدون اینکه هیچ ترکی در قطعه ایجاد شود. این امر حاکی از انعطاف‌پذیری و استحکام بالای قطعه ۳ درصدی می‌باشد. نمونه شامل ۲٪ کاربید سیلیسیم به مراتب شرایطی همانند نمونه تقویت شده با ۳٪ SiC را دارا است ولی با این تفاوت که میزان استحکام آن کمتر می‌باشد. در قطعه‌ای که توسط ۱٪ کاربید سیلیسیم تقویت شده است، با اعمال ۴۰۰۰ نیوتن نیرو، ترک کوچکی مشاهده می‌شود.

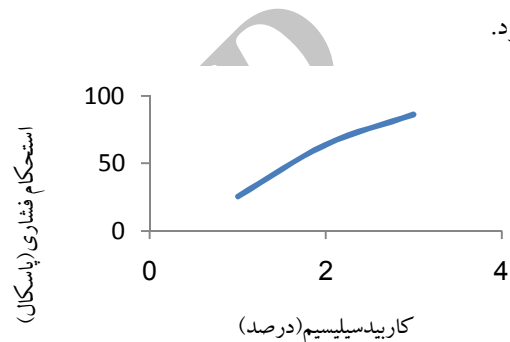


شکل ۴. تست استحکام نمونه کامپوزیت زمینه پلی‌استر تقویت شده با کاربیدسیلیسیم

در شکل (۵) کاهش یکباره درصد کاهش وزن با افزایش درصد وزنی از ۱ تا ۳ درصد کاربید سیلیسیم دیده می‌شود. با افزایش درصد کاربیدسیلیسیم از ۲٪ به ۳٪ طی سایش توسط سنباده، میزان وزن کاسته شده از قطعه به نصف رسیده است، در صورتی‌که میزان کاهش جرم از دست‌رفته از ۱٪ کاربیدسیلیسیم به ۲٪ از آن تفاوت چشمگیری نداشته است. ولی با بالا رفتن میزان درصد کاربیدسیلیسیم به بیش از ۳٪ مقاومت در برابر سایش قطعه افزایش خواهد یافت.

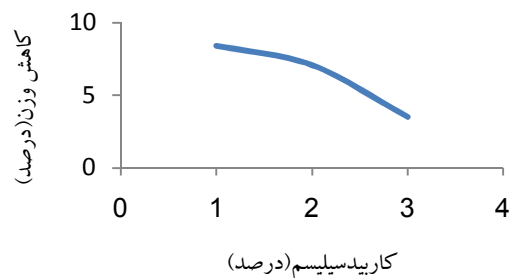


شکل ۵. تست مقاومت به سایش نمونه کامپوزیت زمینه پلی‌استر تقویت شده با کاربیدسیلیسیم

بافت الیافی اش، کمک به بالا رفتن سختی نمونه و در نهایت مقاوم نمودن قطعه در برابر سایش را بهبود می بخشد.

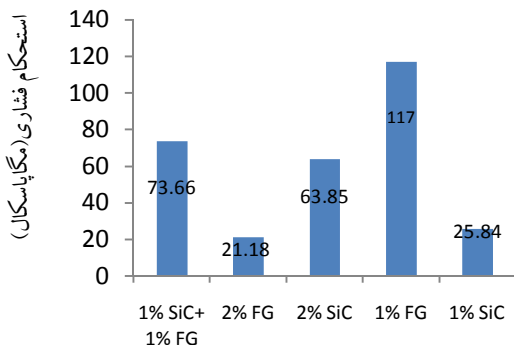

شکل ۷. مقایسه تست استحکام نمونه های کامپوزیت پلی استری تقویت شده با SiC و فایبرگلاس

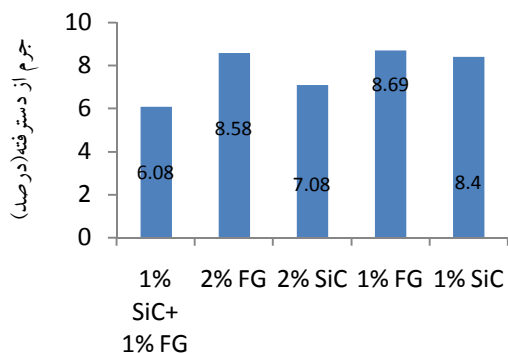

شکل ۸. مقایسه تست مقاومت به سایش نمونه های کامپوزیت پلی استری تقویت شده با SiC و فایبرگلاس

### ۳-۱- آنالیز فازی XRD از ساختار کامپوزیت های زمینه

#### پلی استر

بعد از بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت های زمینه پلی استری تقویت شده، نمونه های منتخب توسط آسیاب کاری پودر و برای آزمایش XRD آماده شدند. به دلیل میزان درصد کم تقویت کننده ها در زمینه پلی استر، توان شناسایی فازهای موجود بسیار کم است. با این حال دو نمونه کامپوزیتی که توسط پودر کاربیدسیلیسیم و الیاف فایبرگلاس تقویت شده اند، مورد آزمایش قرار گرفته و الگوهای زیر را ارائه کرده است. در شکل (۹) آنالیز XRD از نمونه کامپوزیتی تقویت شده با ۳٪ فایبرگلاس پس از ۲ ساعت آسیاب کاری را نشان می دهد. مطابق با شکل، نمونه پس از پودر شدن، حاوی کوارتز آزاد است که عدم ایجاد پیوند شیمیایی بین رزین

همچنین وجود ۱٪ SiC در مقایسه با کامپوزیت ترکیبی نیز باعث حضور دانسیته مناسب و تخلخل ۱ درصدی می شود که تولید آن را توجیه پذیر می کند.

جدول ۴. خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت پلی استری تقویت شده با

#### SiC و فایبرگلاس

درصد تخلخل باز	وزن مخصوص $(\frac{g}{cm^3})$	درصد کاهش وزن	استحکام فشاری (MPa)	تقویت کننده	زمینه
۱/۳٪	۱/۲۶	۶/۰۸٪	۷۳/۶	SiC ۱٪	۹۷٪ رزین ۲٪ اسید ۱٪ کبالت

همانطور که در شکل (۷) رسم شده است با افزودن کاربید سیلیسیم به فایبرگلاس ترکیب بسیار مستحکمی ایجاد شده است، تا حدی که استحکام نمونه به ۳/۵ برابر نسبت به نمونه ۲٪ فایبرگلاس و ۱٪ کاربید سیلیسیم رسیده است. در بین نمونه های شامل ۱٪ فایبرگلاس، بهترین استحکام متعلق به خود نمونه بدون اضافه شونده دیگری است که نشان می دهد فایبرگلاس علاوه بر ایجاد کامپوزیت با رزین پلی استر و تقویت زمینه، چسبندگی خوبی با زمینه ایجاد نموده و نسبت به پلی استر تنها ۹۱٪ افزایش استحکام داده است. از طرف دیگر حضور ۱٪ SiC در کنار ۱٪ فایبرگلاس تا حدودی کاهش استحکام نشان می دهد که به خاطر اثر سایندگی می توان چنین ترکیبی را بکار برد، اگرچه اتصال SiC با زمینه کمتر از فایبرگلاس و زمینه بوده است و ترک های ناشی از کاهش استحکام در مرز مشترک رخ داده است. حضور ۲٪ فایبرگلاس از مقدار بهینه گذشته و ضمن کاهش اتصالات فایبرگلاس و زمینه، کاهش استحکام داده است.

نظر به قدرت سایندگی کاربیدسیلیسیم نمونه شامل ۱٪ SiC و ۱٪ فایبرگلاس کمترین درصد کاهش وزن و بیشترین مقاومت در برابر سایش برای کامپوزیت تقویت شده با کاربید سیلیسیم نسبت به دو نمونه دیگر در نمودار رسم شده در شکل (۸) دیده می شود. در این نمودار حضور ۱٪ فایبرگلاس به تنهایی مقاومت سایشی کمتری دارد و اضافه کردن ۱٪ فایبرگلاس میزان کاهش وزن را افزایش و مقاومت به سایش را کاهش داده است. از طرف دیگر افزودن فایبرگلاس به خاطر

### ۳-۲- آنالیز میکروسکوپی SEM از ساختار کامپوزیت‌های


#### زمینه پلی‌استر

در نمونه کامپوزیتی زمینه پلی‌استر تقویت شده با پودر کاربیدسیلیسیم به علت سنگین بودن ذرات فاز تقویت‌کننده نسبت به فاز زمینه، ذرات SiC ته‌نشین می‌شوند. همانطور که در تصویر SEM شکل (۱۱-الف) مشاهده می‌شود، از الکترون‌های برگشتی استفاده شده است، زیرا الکترون‌های ثانویه نتوانستند تصویر خوبی از ساختار کامپوزیتی با فاز دوم کاربید سیلیسیم بدهند. این امر به دلیل انرژی بیشتر الکترون‌های برگشتی است که از عمق بیشتری می‌آیند و هرچه انعکاس الکترونی بیشتر باشد، تصویر گرفته شده سفیدتر خواهد بود. در شکل (۱۱-الف)، تصویر SEM از ساختار نحوه توزیع پودر کاربید سیلیسیم در زمینه پلی‌استر با بزرگنمایی ۳۱۲ برابر، از نواحی تیره و روشن شامل ذرات SiC و رزین پلی‌استر را نشان می‌دهد. از آنجایی که طبق الکترون‌های برگشتی احتمال می‌رود ذرات سفیدتر پودر کاربید سیلیسیم باشند، می‌توان گفت اندازه این ذرات حدود  $3-8 \mu m$  می‌باشد. شکل (۱۱-ب)، تصویر SEM برای کامپوزیت تقویت‌شده با SiC را با استفاده از الکترون‌های ثانویه با بزرگنمایی ۱۱۴۰ برابر نشان داده است. از آنجایی که عناصر سنگین‌تر روشن‌تر هستند، پس احتمال می‌رود مناطق مشخص شده در این شکل متعلق به ذرات کاربید سیلیسیم با اندازه دانه  $3 \mu m$  باشد.

در کل از آنجایی که ذرات سنگین کاربید سیلیسیم در کف قالب ته‌نشین می‌شود، راه عملی این است که قبل از ریختن مواد به درون قالب چندبار هم‌زده شود و هم‌زمان ویسکوزیته (گرانروی) مایع را افزایش داد، یعنی در عملیات صنعتی، سخت‌کننده بیشتری از نسبت استوکیومتری را بکار برد.


در شکل (۱۲)، تصویر SEM از نمونه کامپوزیت زمینه پلی‌استری تقویت‌شده با فایبرگلاس در بزرگنمایی‌های گوناگون مشاهده می‌شود. در آزمایش میکروسکوپ الکترون روبشی، نمونه منتخب دارای حفره‌ای در سطحش می‌باشد که طی عکس‌برداری از نمونه توسط این حفره به عمق نمونه دست یافت. شکل (۱۲-الف) از تصویر عمق حفره ذکر شده در بزرگنمایی ۱۰۰ که پخش شدن الیاف در زمینه پلی‌استر را نشان می‌دهد، گرفته شده است. در شکل (۱۲-ب)، چسبندگی

پلی‌استر و الیاف فایبرگلاس را نشان می‌دهد. ساختار آمورف به دلیل حضور پلی‌استر و فایبرگلاس در این کامپوزیت پایدار است، ولی چون میزان درصد فایبرگلاس ناچیز است از نظر کمی نمی‌توان گفت چه مقدار کوارتز واکنش داده است. همچنین در نقاط دیگر شکل علاوه بر دو پیک موجود، کوارتز نیز موجود است با این تفاوت که در شبکه پلی‌استری ادغام شده است.

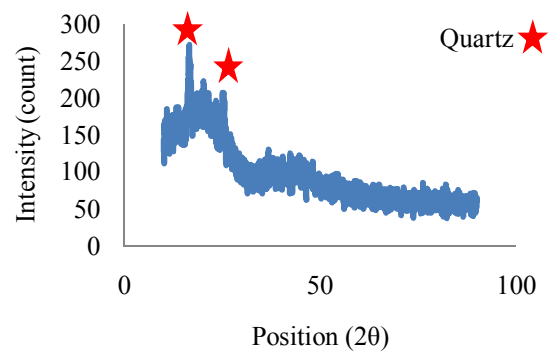


شکل ۹. الگوی XRD از نمونه کامپوزیت زمینه پلی‌استر تقویت‌شده با ۳٪ فایبرگلاس

افزودن درصد کمی پودر کاربید سیلیسیم به کامپوزیت زمینه پلی‌استر منجر به انجام پیوند فیزیکی مابین فاز زمینه و فاز تقویت‌کننده خواهد شد. ساختار این کامپوزیت به علت حضور ۳ درصدی کاربیدسیلیسیم و درگیری فیزیکی فاز اول و دوم، شبه‌کووالانس خواهد بود و شکل اصلی خود را نشان نمی‌دهد. در نتیجه نمی‌توان پیک شارپی برای SiC در شکل (۱۰) دید و فاز تقویت‌کننده در سیستم پلیمری ادغام شده است و شبکه آمورف بوجود آورده است.

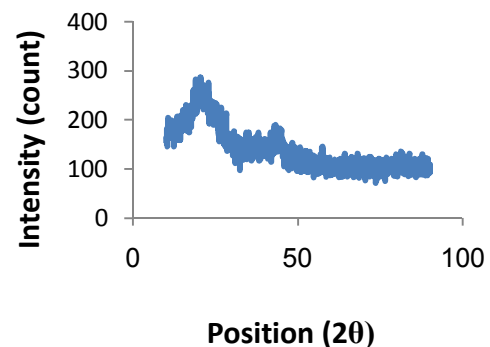


شکل ۱۰. الگوی XRD از نمونه کامپوزیت زمینه پلی‌استر تقویت‌شده با ۳٪ کاربیدسیلیسیم



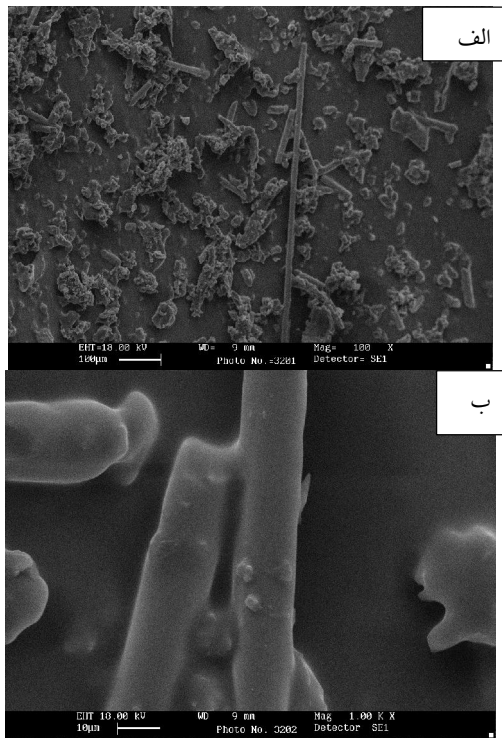

شکل ۱۲. تصویر SEM از نمونه کامپوزیت زمینه پلی استر تقویت شده با فایبرگلاس؛ الف) بزرگنمایی ۱۰۰ ب) بزرگنمایی ۱۰۰۰

پلی استر به الیاف فایبرگلاس و ترشوندگی مناسب بین الیاف فایبرگلاس و زمینه پلی استر را نشان می دهد. چرا که در این بزرگنمایی مرز بین زمینه و الیاف، حفره دار نیست.

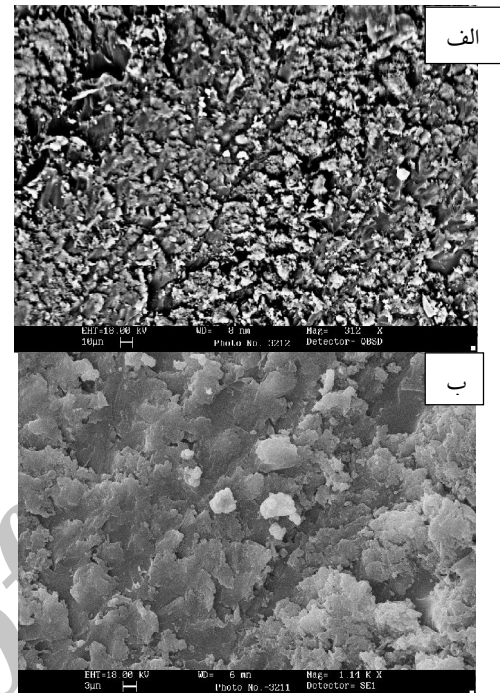

شکل ۱۱. تصویر SEM از سطح کامپوزیت زمینه پلی استر تقویت شده با کاربید سیلیسیم؛ الف) بزرگنمایی ۳۱۲ توسط الکترون برگشتی، ب) بزرگنمایی ۱۱۴۰ توسط الکترون ثانویه

## مراجع

۱. شادی جلوان، وحید جوانبخت، نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی، اصفهان.
۲. مجموعه مقاله های همایش علمی-کاربردی نانو تکنولوژی، انقلاب صنعتی آینده. جلد دوم، تهران ۱۳۸۰، ۷۵-۹۰.
3. Cahnd N., Naik A., Neogi S., Three body abrasive wear of short glass fiber polyester composite, *Wear*, 2000, 242, 38-46.
4. El-Tayeb N.S.M., Yousif B.F., Yap T.C., An investigation on worn surfaces of chopped glass fiber reinforced polyester through SEM observations, *Wear*, 2008, 41, 5, 331-340.
5. Mishra P., Acharya S.K., Anisotropy abrasive wear behavior of bagasse fiber reinforced polymer composite, *International Journal of Engineering, Science and Technology*, 2010, 2, 11, 104-112.

## ۴- نتیجه گیری

ذرات کاربید سیلیسیم از ۱ تا ۳٪ باعث کاهش وزن مخصوص، افزایش تخلخل و جذب آب شده است. اما این کامپوزیت پیوند بسیار قوی با زمینه ایجاد نموده است و با جلوگیری از پیشرفت ترک، استحکام و مقاومت در برابر سایش را زیاد نموده است. از طرف دیگر اگرچه استحکام ۱٪ فایبرگلاس بهترین استحکام را به خاطر پیوندهای خوب رشته های فایبرگلاس با زمینه ایجاد نموده است، اما افزودن ۳٪ کاربید سیلیسیم مقاومت به سایش بهتری ایجاد کرده است و افزودن آن مورد تایید است. در مجموع ساخت کامپوزیت زمینه پلی استر با ۱٪ فایبرگلاس در درجه اول و با ۳٪ کاربید سیلیسیم در درجه دوم توصیه می شود.