

محاسبه‌ی وارفتگی و افت در سازه‌های بلند بتنی با استفاده از

آنالیز مراحل ساخت غیرخطی

محسن قدبیان (کارشناس ارشد)

ابوالحسن وفائی (استاد)

همایون اسماعیل پوراستکانچی (دانشیار)

دانشکده‌ی هندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

در این نوشتار کوتاه شدگی ستون‌ها و همچنین اختلاف کوتاه شدگی بین دیوار و ستون در قاب‌های بتن آرمه با دیوار برشی با استفاده از روش‌های آنالیز غیرخطی مرحله به مرحله و نیز با استفاده از روش‌های انتگرال‌گیری مستقیم و سری دیر یکله، و با در نظر گرفتن تغییرات هر پارامتر به صورت جداگانه، محاسبه شده است. تعدادی قاب دو بعدی که از سازه‌های واقعی سه بعدی استخراج شده‌اند و از ۱۵ تا ۴۵ طبقه‌اند، مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. نتایج این کار می‌تواند به عنوان راهنمایی برای تضمین و درک چگونگی تأثیر مسئله‌ی وارفتگی (خوش و افت) (آبرفتگی) در رفتار سازه‌های بتنی به کار رود.

۱. مقدمه

استفاده شده است. برای حل مسائل شامل وارفتگی و آبرفتگی باید پارامترهای مختلفی مانند سرعت ساخت سازه، درصد رطوبت هوا، شکل، اندازه و نوع سازه‌ی مورد استفاده، وغیره، را در نظر گرفت. در این نوشتار سعی بر این است که تأثیر بعضی از این عوامل بر کنش ناشی از وارفتگی و افت بررسی شود. در انتهای ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که مسئله‌ی وارفتگی و افت بیشتر در مورد سازه‌های حساس به کرنش‌های کوچک - مثل حائل‌های بتنی، پوسته‌هایی که در عمق زیاد مدفون شده‌اند و پل‌های با دهانه بزرگ - اهمیت خاصی می‌یابد، ولی به هر حال در مورد سازه‌های بلند بتنی که مورد بحث در این نوشتار است کوتاه شدگی ستون‌ها و تأثیر آن بر توزیع نیروها و تغییر مکان در دیوارها و تیرها و سرویس‌دهی سازه مسائل مهمی هستند که نیاز به تجزیه و تحلیل دارند.

۲. انواع کرنش در بتن

در هر زمان t میزان کرنش بتن ($\epsilon(t)$) شامل چند مؤلفه است. این اجزا شامل کرشن لحظه‌یی یا کشسانی بتن ($\epsilon_e(t)$ ، کرشن ناشی از وارفتگی ($\epsilon_c(t)$ ، کرشن ناشی از افت بتن ($\epsilon_{sh}(t)$ و کرشن ناشی از تغییرات دمایی ($\epsilon_t(t)$) است. بنابراین برای کرشن بتن در لحظه‌ی t می‌توان نوشت:

$$\epsilon(t) = \epsilon_e(t) + \epsilon_c(t) + \epsilon_{sh}(t) + \epsilon_t(t) \quad (1)$$

کرشن کشسانی را می‌توان چنین نوشت:

$$\epsilon_e(t) = \sigma_e / E_e(t) \quad (2)$$

تعیین کرنش واقعی به وجود آمده در ستون‌های یک سازه‌ی بتنی، ناشی از وارفتگی و افت و اثر آن بر توزیع نیروهای داخلی همواره مسئله‌ی پیچیده بوده است. محاسبه‌ی دقیق این نوع افت به دلیل وابستگی شدید به پارامترهای مختلف -- نظیر نوع بتن، مقاومت بتن، طول بازه‌های زمانی ساخت، نوع سازه و کاربرد آن، میزان فولاد موجود در بتن، آب و هوای محل ساخت، مقاطع مورد استفاده در سازه و نیز به دلیل در اختیار نبودن مقادیر دقیق بعضی از این پارامترها، بسیار مشکل است. وقتی که یک سازه‌ی بتنی تحت تأثیر نیرویی ثابت قرار می‌گیرد، پاسخ نمونه هم به شکل آنی و هم واپسی به زمان می‌باشد. تحت تأثیر چنین نیرویی، و بر اثر گذشت زمان، تغییر شکل سازه افزایش پیدا می‌کند و در نهایت از تغییر شکل اولیه بزرگ‌تر می‌شود. اگر در چنین حالتی دما و تنفس در سازه ثابت بماند ولی کرشن به صورت منظم افزایش یابد، این کرشن ناشی از وارفتگی و افت خواهد بود. معمولاً تغییر شکل‌های موجود در سازه، به جز تغییر مکان‌های ناشی از بارهای سرویس، به دلیل وارفتگی و افت هستند. برای تعیین دقیق و کاربردی میزان کرشن وارفتگی و افت باید اولاً داده‌های مناسبی از مشخصات بتن مورد استفاده، و پارامترهای مربوط به وارفتگی و افت در اختیار باشند، ثانیاً برای آنالیز سازه‌یی، چنان که تأثیر عوامل زمانی را در نظر بگیرد، از روش‌های معتبر و قابل کاربرد استفاده شود. در این نوشتار پارامترهای وارفتگی با استفاده از آئین نامه‌ی CEB-FIP تعیین شده‌اند. همچنین برای حل و آنالیز سازه از روش سری دیر یکله همراه با روش اجزاء محدود، به کمک نرم‌افزار SAP ۲۰۰۰

تاریخچه‌ی بارگذاری، مقاومت فولاد و غیره است، کاری بسیار مشکل است. در سال‌های اخیر بسیاری از محققان، مطالعاتی برای پیش‌بینی رفتار وارفتگی و افت بتن انجام داده‌اند، نظری فینتل و خان (۱۹۶۹)، برادروردوگاو (۱۹۹۳)، راسل ولارسن (۱۹۸۹)، سامر (۱۹۹۵) [۵-۶]، همچنین روش‌های مختلفی برای آنالیز سازه‌ها با توجه به رفتار وابسته به زمان وجود دارد که از آن میان می‌توان به روش‌های RCM، EMM، AEMM، IDM اشاره کرد. روش EMM که بهوسیله‌ی فابر (۱۹۲۷) پیشنهاد شد، در واقع ساده‌ترین و قدیمی‌ترین روش برای لحاظ کردن اثرات وارفتگی است.^[۶]

روش AEMM ابتدا بهوسیله‌ی تروست (۱۹۶۷) ابداع شد و سپس بهوسیله‌ی بازانت (۱۹۷۲)^[۷] تکمیل شد. روش RCM بهوسیله‌ی گلنویل (۱۹۳۰)^[۸] پیشنهاد و سپس بهوسیله‌ی ویتشی (۱۹۳۲)^[۹] تکمیل شد.^[۱] روش IDM هم که درواقع یک روش بهبود یافته برای پیش‌بینی دقیق‌تر رفتارهای طولانی مدت سازه است، بهوسیله‌ی نیلسن (۱۹۷۰)^[۱۰] ارائه شد.

همچنین روش‌هایی توسط مؤسسه‌ی بتن آمریکا (۱۹۹۲) و کمیته‌ی بین‌المللی بتن اروپا (۱۹۹۰)^[۱۱] ارائه شده‌است. روش دیگر برای آنالیز زمانی سازه‌ها روش سری دیریکله است که توسط بازانت (۱۹۷۳)^[۱۲] پیشنهاد شد.^[۱۳] در این روش با تعریف $J(t, t')$ به عنوان تابع وارفتگی و تخمین آن با یک سری مخصوص، موسوم به سری دیریکله، و با سط این روش به یک روش مرحله‌ی به مرحله برای استفاده در محاسبات رایانه‌یی می‌توان مسائل مربوط به وارفتگی را حل کرد. مسئله‌ی مربوط به افت هم با استفاده از فرضیات آئین‌نامه کمیته‌ی بین‌المللی بتنی اروپا (۱۹۹۰)^[۱۴] CEB-FIP برای کرنش ناشی از افت قابل حل است.

۴. روش آنالیز غیرخطی مرحله به مرحله^۱

این روش حالت خاصی از آنالیز استاتیکی غیرخطی است که دارای امکان ساخت مرحله‌ی ساخته با درنظر گرفتن خواص وابسته به زمان مواد است. به‌دلیل اینکه سازه در طول آنالیز در حال تغییر است این آنالیز از نوع آنالیز استاتیکی غیرخطی است. برای هر آنالیز از این نوع می‌توان تعدادی مرحله‌ی ساخت زمانی تعریف کرد که برای سازه‌های ما هر مرحله، شامل ساخت یک طبقه در ۷، ۲۱، ۲۸، ۳۵ و ۳۵ روز است و در انتهای ساخت کل سازه هم تعدادی مرحله‌ی زمانی برای لحاظ رفتار زمانی مواد تعریف شده است. با توجه به این نکته که این نوع آنالیز مختص مسائل ناشی از وارفتگی و افت بتنیست و توضیح کامل مدل‌کردن سازه‌ها توسط این روش در این مجال نمی‌گنجد، برای فهم بهتر می‌توان به بخش آنالیز استاتیکی غیرخطی در راهنمای نرم‌افزار SAP ۲۰۰۰ به مراجعه کرد.

که ($E_c(t)$) در طول زمان قابل تغییر است. کرنش وارفتگی را هم می‌توان چنین تعریف کرد:

$$\varepsilon_c(t) = \varepsilon_d(t) + \varepsilon_f(t) \quad (۳)$$

که در آن ($\varepsilon_f(t)$) معروف به کرشن جریان (flow strain) است که خود شامل سه بخش: کرشن وارفتگی پایه ($\varepsilon_{f_0}(t)$)، کرشن خشک شدگی ($\varepsilon_{f_1}(t)$) و کرشن کشسانی به تأخیر افتدۀ ($\varepsilon_{f_2}(t)$) است. برای کرشن وارفتگی کل می‌توان نوشت:

$$\varepsilon_c(t) = \phi(t)\varepsilon_e \quad (۴)$$

که در آن ($\phi(t)$) را می‌توان نسبت کرشن ناشی از وارفتگی به کرشن کشسان، ظرفیت وارفتگی بتن با ضریب وارفتگی نامید. کرشن ناشی از افت یا ($\varepsilon_{sh}(t)$) هم برابر است با:

$$\varepsilon_{sh}(t, t_s) = \varepsilon_{sho}\beta_s(t - t_s) \quad (۵)$$

$$\varepsilon_{sho} = \varepsilon_s(fcm)\beta_{RH} \quad (۶)$$

$$\varepsilon_s(fcm) = [160 + 10B_{sc}(1 - fcm/fcmo)] * 10^{-6} \quad (۶)$$

$$\beta_{RH} = -1,55[1 - (RH/100)^2] \quad 0.40 \leq RH \leq 0.99 \quad (۷)$$

$$\beta_{RH} = 0.25 \quad RH > 0.99 \quad (۷)$$

$$\beta_s(t - t_s) = \left[\frac{(t - t_s)/t_1}{350/(h/h_s)^2 + (t - t_s)/t_1} \right]^{0.5} \quad (۸)$$

البته در این معادلات:

t = سن بتن (بر حسب روز):

t_s = سن بتن (بر حسب روز) در هنگام شروع جمع‌شدگی:

t_1 = روز؛

$h_s = 100\text{ mm}$

f_{cm} = مقاومت فشاری میانگین بتن در سن ۲۸ روز (بر حسب MPa):

$f_{cmo} = 10\text{ MPa}$

RH = درصد رطوبت نسبی؛


B_{Sc} ضریبی است که مقدار آن برای سیمان‌های کندگیر برابر با ۴، برای سیمان‌های معمولی با سرعت گیش متعارف یا سیمان‌های تندگیر برابر با ۵، و برای سیمان‌های پر مقاومت تندگیر برابر با ۸ است.^[۱۵]

۳. روش‌های مختلف تحلیل وارفتگی


پیش‌بینی کوتاه شدگی ناشی از وارفتگی و افت به‌واسطه‌ی این که وارفتگی و افت تابعی غیرخطی از ماده، بارگذاری و پارامترهای طراحی مثل درصد رطوبت نسبی، ضریب حجم به سطح، درصد فولاد،

جدول ۱. مشخصات ستون مورد استفاده.

ρ	$A_S (mm^2)$	$A_C (mm^2)$	$E_S (GPa)$	$E_C (\tau_0) (GPa)$
۰,۰۲	۱۸۰۰	۹۰۰۰	۲۰۰	۲۵

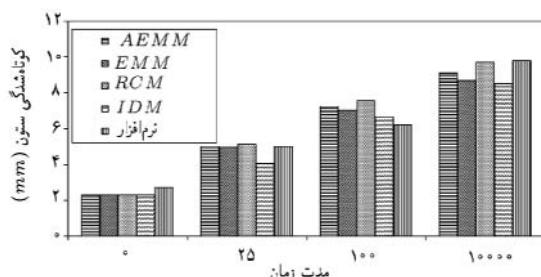

شکل ۱. نتایج مقایسه‌ی روش‌های IDM, RCM, EMM, AEMM با نتایج حاصل از نرم‌افزار.

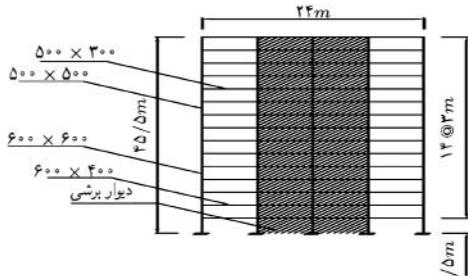

شکل ۲. مشخصات نمونه‌ی از قاب‌های مورد مطالعه.

اولیه برای محاسبات وارفتگی و افت با در نظر گرفتن پارامترهای مثل «درصد رطوبت نسبی»، «ضخامت نسبی»، «ضریب مربوط به افت (BSC)» و «سن بتن» در آغاز افت تعیین شده‌اند. همچنین برای تجزیه و تحلیل وارفتگی از روش سری دیریکله و روش انتگرال‌گیری مستقیم استفاده شده است. برای تمامی مدل‌ها پارامترهای اولیه وارفتگی و سرعت ساخت طبقات = ۷ روز برای هر طبقه و سرعت ساخت طبقات = ۷ روز برای هر طبقه و (مقاومت فشاری بتن)

سن بتن در شروع افت = ۱۰ روز و رطوبت نسبی (h) = ۷۰٪

۷. نتایج به دست آمده

در این قسمت به بررسی نتایج به دست آمده در سازه‌های مورد مطالعه می‌پردازیم. در جدول ۲ مقاطع تیر و ستون در سازه‌های مختلف نشان داده شده است.

۷.۱. تأثیر سرعت ساخت

سرعت ساخت قسمت‌های مختلف سازه در مقادیر کوتاه‌شدن ستون‌ها و اختلاف بین کوتاه‌شدن ستون و دیوار نقص مهمنی دارد. نتایج مربوط

۵. بررسی ستون ساده

برای تأیید روش حل با نرم‌افزار SAP ۲۰۰۰، با کاربرد آن در یک مورد نمونه‌ی ساده و مقایسه‌ی نتایج حاصل از آن با نتایج به دست آمده از روش‌های IDM, RCM, EMM, AEMM نرم‌افزار حاصل شد. مشخصات ستونی به طول ۶ متر که تحت تأثیر نیروی ثابت KN ۱۰۰۰ قرار گرفته است، در جدول ۱ آورده شده است. همچنین سن بتن در هنگام شروع آبرفتگی برابر $\tau_0 = 10 \text{ day}$ است. برای ضریب وارفتگی هم مقادیر زیر فرض شده است:

$$(t - \tau_0) = 0 \text{ day}; \phi = 0\% ; E_{sh}(t - \tau_0) * 10^{-6} = 0\%$$

$$(t - \tau_0) = 25 \text{ day}; \phi = 1\% ; E_{sh}(t - \tau_0) * 10^{-6} = 200$$

$$(t - \tau_0) = 100 \text{ day}; \phi = 2\% ; E_{sh}(t - \tau_0) * 10^{-6} = 400$$

$$(t - \tau_0) = 1000 \text{ day}; \phi = 3\% ; E_{sh}(t - \tau_0) * 10^{-6} = 600$$

نتایج حاصل از مقایسه‌ی روش‌های مختلف همراه با نتایج حاصل از نرم‌افزار، در شکل ۱ نشان داده شده است.

چنان‌که ملاحظه می‌شود تطابق خوبی بین نتایج ملاحظه می‌شود و اختلاف مشاهده شده عمدتاً به دلیل تفاوت بین مدل تحلیل در نرم‌افزار و پیش‌فرض‌های انجام شده در محاسبات مربوط به روش‌های دستی است. تجربه نشان داده است که روش EMM معمولاً کمیته‌ی مقدار AEMM وارفتگی را ارائه می‌دهد. برای محاسبات دستی روش AEMM توصیه می‌شود؛ زیرا هم دقت کافی و کارایی و سادگی لازم را دارد، و هم می‌توان این روش را به نرم‌افزارهای مختلف محاسبات سازه‌ی وارد کرد. در بسیاری از حالات، روش IDM هم بیان ساده‌ی از رفتار بلندمدت سازه در تجزیه و تحلیل آن در اختیار می‌گذارد. البته روش IDM، به لحاظ طبیعت فرمول‌بندی‌اش، در حالاتی که زمان بازکاری کم‌تر از ۱۰۰ روز است، جواب‌های پیش‌بینی نشده‌ی می‌دهد.^[۱۴]

۶. طراحی مدل‌های سازه

چند نمونه سازه‌ی بتنی در ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۴۰ و ۴۵ طبقه انتخاب شده‌اند. سازه‌های ۱۵ و ۲۰ طبقه چهار دهانه دارند که در دهانه‌های دوم و سوم از دیوارهای برشی استفاده شده است. ارتفاع طبقه‌ی همکف ۳/۵ متر و بقیه‌ی طبقات ۳ متر است (شکل ۲). سازه‌های ۲۵، ۳۰، ۴۰ و ۴۵ طبقه هم دارای ۷ دهانه‌اند که در دهانه‌های دوم و سوم و پنجم و ششم از دیوار برشی استفاده شده است. ارتفاع تمامی طبقات ۳/۵ متر است و طول دهانه در تمامی مدل‌ها ۶ متر است. در این نوشتار از مدل‌های دو بعدی، که از سازه‌های سه بعدی استخراج شده‌اند، استفاده شده است و مقاطع مورد استفاده در آنها مقاطعی واقعی است که از طراحی بهینه‌ی سازه‌ها به دست آمده‌اند. در تمامی سازه‌ها مقادیر

جدول ۲. مقاطع مورد استفاده در سازه‌های مورد مطالعه.

تعداد طبقات	مقاطع مورد استفاده در تیرها (mm)	مقاطع مورد استفاده در ستون‌ها (mm)
۱۵	$600 \times 400(9 - 15)$	$600 \times 800(1 - 8); 500 \times 500(8 - 15)$
۲۰	$800 \times 800(1 - 13); 600 \times 600(13 - 20)$	$1000 \times 1000(1 - 15); 800 \times 800(15 - 25)$
۲۵	$800 \times 800(1 - 15); 800 \times 500(15 - 25)$	$1100 \times 1100(1 - 12); 800 \times 800(12 - 23); 600 \times 600(23 - 30)$
۳۰	$1100 \times 1100(1 - 15); 1000 \times 1000(15 - 25); 800 \times 800(23 - 30)$	$1100 \times 1100(1 - 15); 800 \times 800(14 - 23); 600 \times 600(23 - 30)$
۴۰	$1100 \times 1100(1 - 15); 1000 \times 1000(15 - 25); 800 \times 800(25 - 33); 700 \times 700(32 - 40)$	$1500 \times 1500(1 - 15); 1250 \times 1250(15 - 25); 1000 \times 1000(25 - 32); 700 \times 700(32 - 40)$
۴۵	$1100 \times 1100(1 - 15); 1000 \times 1000(15 - 25); 800 \times 800(25 - 33); 700 \times 700(32 - 45)$	$1500 \times 1500(1 - 15); 1250 \times 1250(15 - 25); 1000 \times 1000(25 - 32); 700 \times 700(32 - 45)$

مالحظه می‌شود با افزایش سرعت ساخت سازه، اختلاف کوتاه شدگی نیز کاهش می‌یابد. البته مقدار این اختلاف چندان محسوس نیست و معمولاً از ۳ میلی‌متر تجاوز نمی‌کند.


لازم به ذکر است که بیشینه اختلاف کوتاه شدگی در میانه روبه بالای سازه اتفاق می‌افتد که این نتیجه با نتایج موجود از تحقیقات انجام شده‌ی قبلی تطابق دارد.^[۱۵] همچنین می‌توان از نتایج به دست آمده چنین استنباط کرد که دیوارهای برشی در پایان عمر مفید سازه بیش از ستون‌ها افت پیدا می‌کنند و سازه حالت مقعر به خود می‌گیرد. این توجه‌گیری نیز با نتایجی که محققان ارائه کرده‌اند مطابقت دارد.

به بررسی کوتاه شدگی ستون‌ها برای سرعت ساخت‌های مختلف در سازه‌های ۱۵ و ۴۰ طبقه در شکل‌های ۳ و ۴ نشان داده شده‌اند.



با افزایش مدت زمان ساخت هر طبقه در سازه، میزان کوتاه شدگی ستون‌های طبقات کاهش می‌یابد. یکی از عوامل مهم در مورد مسائل وارفتگی و افت مسئله اختلاف کوتاه شدگی بین ستون و دیوار برشی برای سرعت ساخت‌های مختلف است. مقادیر مختلف کوتاه شدگی بین ستون و دیوار در طبقات مختلف سازه‌ی ۱۵ طبقه در جدول ۳ آرائه شده است. همچنین در شکل‌های ۵ و ۶ اختلاف کوتاه شدگی برای طبقات مختلف سازه‌های ۲۵ و ۴۵ طبقه نشان داده شده است. چنان‌که

جدول ۳. اختلاف کوتاه شدگی بین ستون و دیوار در طبقات مختلف سازه ۱۵ طبقه.

شماره طبقه				سرعت ساخت
۱	۵	۱۰	۱۵	
۳,۲۷	۱۰,۰۰	۸,۷۳	۸,۱۵	۷
۳,۱	۹,۳۴	۹,۶۲	۶,۷۷	۱۴
۳,۰ ۱	۸,۹۶	۸,۹۶	۵,۹۶	۲۱
۲,۹۵	۸,۶۸	۸,۵	۵,۷	۲۸
۲,۸۹	۸,۴۷	۸,۱۵	۵,۴	۳۵

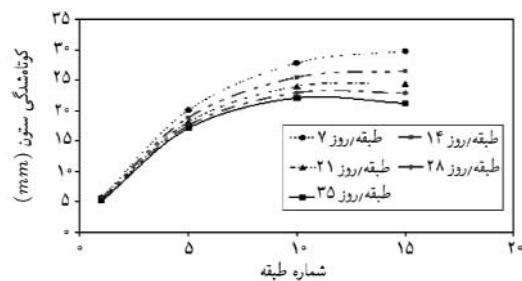


شکل ۳. مقادیر کوتاه شدگی ستون نسبت به سرعت ساخت‌های مختلف در سازه‌ی ۱۵ طبقه.

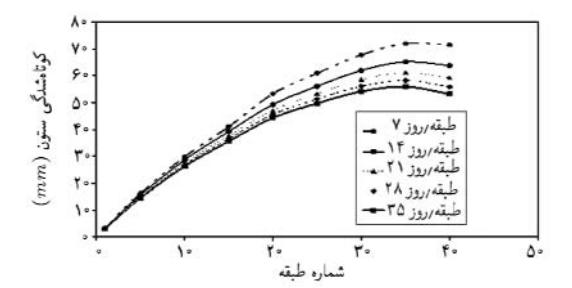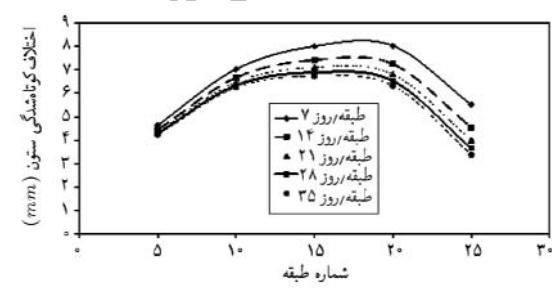


شکل ۵. مقادیر اختلاف کوتاه شدگی بین ستون و دیوار نسبت به تغییرات سرعت ساخت برای سازه ۲۵ طبقه.


شکل ۴. مقادیر کوتاه شدگی ستون نسبت به سرعت ساخت‌های مختلف در سازه‌ی ۴۰ طبقه.

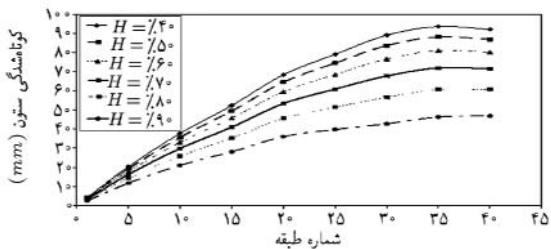


شکل ۹. مقادیر کوتاهشگی ستون‌ها نسبت به تغییرات درصد رطوبت نسبی برای سازه ۴۰ طبقه.

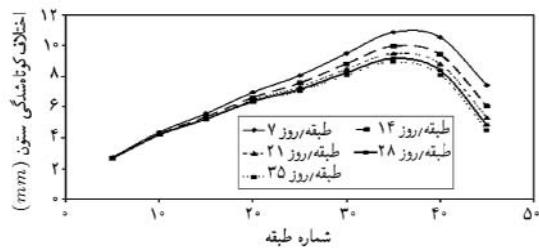


شکل ۶. مقادیر اختلاف کوتاهشگی نسبت به تغییرات سرعت ساخت برای سازه ۴۵ طبقه.

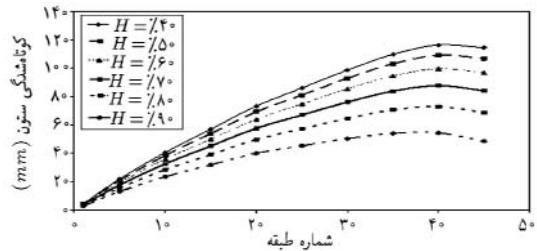


شکل ۱۰. مقادیر کوتاهشگی ستون‌ها نسبت به تغییرات درصد رطوبت نسبی برای سازه ۴۵ طبقه.

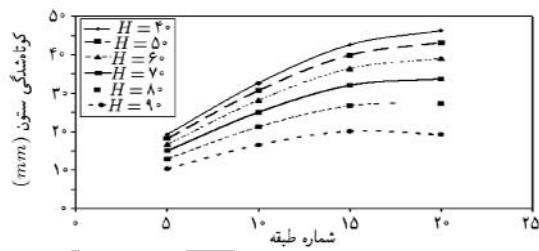

شکل ۷. مقادیر کوتاهشگی ستون‌ها نسبت به تغییرات درصد رطوبت نسبی برای سازه ۲۰ طبقه.

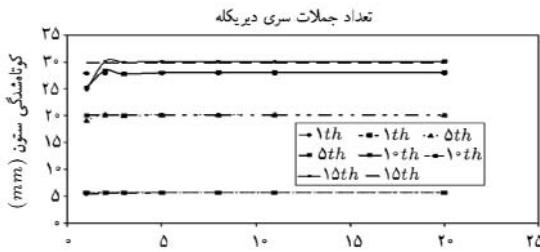

شکل ۱۱. مقایسهٔ دو روش سری دیریکله و انتگرال‌گیری مستقیم در سازه ۱۵ طبقه.

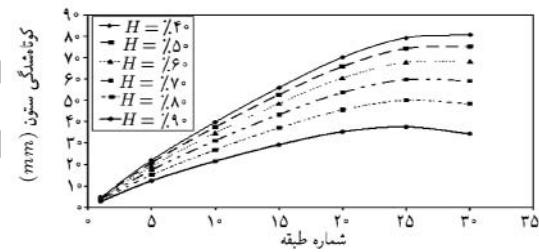

شکل ۸. مقادیر کوتاهشگی ستون‌ها نسبت به تغییرات درصد رطوبت نسبی برای سازه ۳۰ طبقه.

چنان‌که ملاحظه می‌شود مقادیر دو روش تقریباً از جمله سوم یا چهارم سری دیریکله به هم نزدیک می‌شوند و از این نکته می‌توان برای محاسبات استفاده کرد.

۳.۷. تأثیر وارفتگی و افت بر نیروهای داخلی
معمولًا در طراحی سازه‌ها مسئله‌ی تأثیر وارفتگی و افت مورد توجه قرار نمی‌گیرد و مقادیر نیروهای داخل اعضای سازه براساس تجزیه و تحلیل‌هایی تعیین می‌شود که رفتار غیرخطی مواد در طول زمان بدليل وجود وارفتگی و افت، در آنها تأثیری ندارد. در جداول ۵ و ۶ ممان و برش به دست آمده در بعضی از تیزها، که براساس تجزیه و تحلیل‌های

مختلف به دست آمده است، با هم مقایسه می‌شوند.

با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می‌رسد برای تعیین مقدار صحیح نیروها، تجزیه و تحلیل وارفتگی سازه لازم و ضروری است — به خصوص در تیزها که توزیع ممان در آنها در حالت آنالیز


۲.۷. تأثیر درصد رطوبت نسبی

«درصد رطوبت نسبی» عاملی است که هم در تعیین کرنش ناشی از وارفتگی، و هم در مقادیر کرنش ناشی از افت مؤثر است. در شکل‌های ۷، ۸، ۹ و ۱۰ مقادیر کوتاهشگی ستون‌ها برای سازه‌های ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۴۵ طبقه با توجه به تغییرات درصد رطوبت نسبی نشان داده شده است. چنان‌که مشاهده می‌شود با توجه به تفاوت درصد رطوبت نسبی در مناطق مختلف، تغییرات کرنش ناشی از وارفتگی و افت نسبت به این پارامتر کاملاً محسوس است. مثلاً مقادیر کوتاهشگی و درصد تغییرات آن‌ها در طبقه‌های دهم و پانزدهم سازه ۲۵ طبقه در جدول ۴ ارائه شده است.


توجه به مسئله‌ی وارفتگی در نرم‌افزار توسط دو روش انتگرال‌گیری مستقیم و روش سری دیریکله انجام می‌ذیرد. مقادیر کوتاهشگی ستون با استفاده از این دو روش برای دو سازه ۲۰ و ۳۰ طبقه در شکل‌های ۱۱ و ۱۲ نشان داده شده است.

جدول ۴. مقادیر کوتاهش‌گی و درصد تغییر آنها در طبقات ۱۰، ۱۵ و ۲۰ از سازه‌ی ۲۵ طبقه.


(h) درصد رطوبت نسبی	طبقه دهم		طبقه پانزدهم		طبقه بیستم	
	کوتاهش‌گی	درصد تعییرات	کوتاهش‌گی	درصد تعییرات	کوتاهش‌گی	درصد تعییرات
۴۰	۴۰,۸۳	-	۵۲,۹۳	-	۶۱,۶۸	-
۵۰	۳۸,۲۷	۶,۲۶	۴۹,۵۷	۶,۴	۵۷,۶۵	۶,۵۳
۶۰	۳۵,۱۱	۱۴,۰۱	۴۵,۲۷	۱۴,۴۷	۵۲,۴۸	۱۴,۹
۷۰	۳۱,۲۴	۲۳,۴۹	۳۹,۹۸	۲۴,۴۷	۴۵,۹۹	۲۵,۴۴
۸۰	۲۶,۶	۳۴,۸۵	۳۳,۶۳	۳۶,۴۶	۳۸,۲۱	۳۸,۰۵
۹۰	۲۱,۰۷	۴۸,۳۹	۲۶,۰۷	۵۰,۷۴	۲۸,۹۲	۵۳,۱۱

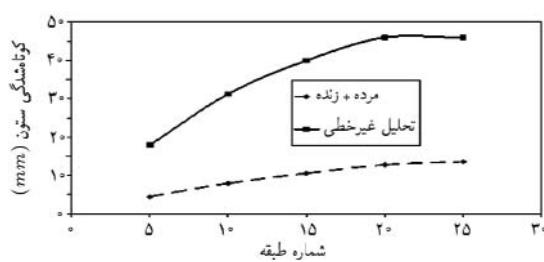


شکل ۱۴. مقادیر کوتاهش‌گی ستون ناشی از آنالیزهای مختلف.

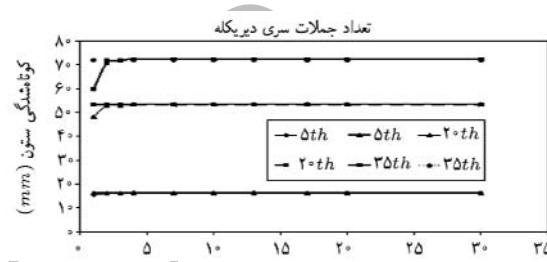

شکل ۱۲. مقایسه‌ی دو روش سری دیریکله و انگرال‌گیری مستقیم در سازه‌ی ۳۰ طبقه.

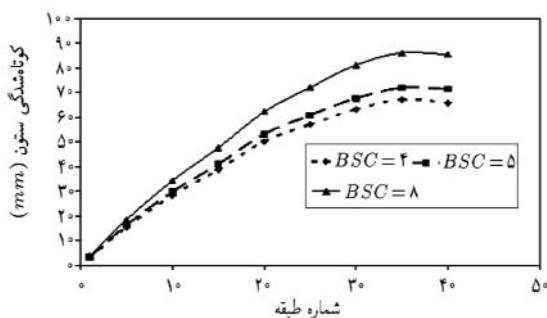

شکل ۱۵. مقادیر کوتاهش‌گی ستون تحت تأثیر BSC‌های مختلف.

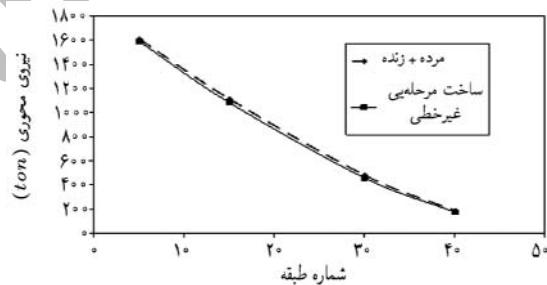

شکل ۱۳. مقادیر نیروی محوری موجود در ستون با توجه به تجزیه و تحلیل‌های مختلف.

۷.۵. اثر پارامتر BSC مربوط به ابرفتگی در کوتاهش‌گی ستون‌ها در این بخش تأثیر تغییر پارامتر BSC — مربوط به نوع سیمان مورد استفاده در بین — روی کوتاه شدگی ستونی در سازه‌ی ۴۰ طبقه بررسی شود. نتایج در شکل ۱۵ نشان داده شده است.

۷.۶. تأثیر f_c' بتن بر کوتاهش‌گی ستون‌ها نتایج آئین نامه‌ی (۱۹۹۰) CEB - FIP مربای بتن‌های تا مقاومت ۲۸ روزه ۸۵MPa معتبر است. در این بخش تأثیرات این پارامتر مقاومتی بر کوتاه شدگی ستون‌ها، و نیز اختلاف کوتاه شدگی بین ستون و دیوار بررسی می‌شود. در شکل‌های ۱۶ و ۱۷ این تغییرات نشان داده شده است.

وارفتگی با آنالیز معمول سازه تقاضت دارد. البته بدیهی است که این مسئله نتایج تجزیه و تحلیل‌های مختلفی مثل تجزیه و تحلیل‌های دینامیکی را هم که روی سازه انجام می‌شود تغییر می‌دهد و بنابراین بحرانی‌ترین حالت را باید مد نظر قرار داد. مقادیر برش در تیرها تحت تأثیر اثرات زمانی تغییر چندانی نمی‌کند. همچنانی مقادیر نیروی محوری موجود در ستون‌ها هم چندان متأثر از وارفتگی و افت نیست. در شکل ۱۳ این موضوع نشان داده شده است.


۷.۷. تأثیر آنالیز وارفتگی در کوتاهش‌گی ستون‌ها برای به دست آوردن کوتاه شدگی ستون‌ها حتماً باید آنالیزهای مدت دار را که اثرات وارفتگی و افت را لحاظ می‌کند مورد استفاده قرار داد. در شکل ۱۴ این موضوع نشان داده شده است.

جدول ۵. مقادیر ممان بر حسب تن - متر در تیرهای سازه‌ی ۴۵ طبقه با توجه به تجزیه و تحلیل‌های مختلف و برای درصد رطوبت نسبی ۷۰ درصد و سرعت ساخت ۱۴ روز برای هر طبقه.

طبقه	بار مرده (استاتیکی خطی)	مرده + زنده (استاتیکی خطی)	ساخت مرحله‌ی غیرخطی
۵	$M^- = 25,22 \text{ M}^+ = 8,64$	$M^- = 28,4 \text{ M}^+ = 9,71$	$M^- = 22,71 \text{ M}^+ = 14,27$
۱۵	$M^- = 30,93 \text{ M}^+ = 11,13$	$M^- = 35,4 \text{ M}^+ = 12,62$	$M^- = 27,81 \text{ M}^+ = 19,19$
۳۰	$M^- = 25,03 \text{ M}^+ = 9,15$	$M^- = 29,12 \text{ M}^+ = 10,64$	$M^- = 18,32 \text{ M}^+ = 17,02$
۴۰	$M^- = 19,48 \text{ M}^+ = 6,92$	$M^- = 22,97 \text{ M}^+ = 8,15$	$M^- = 12,65 \text{ M}^+ = 13,81$

جدول ۶. مقادیر برش بر حسب تن در تیر در سازه‌ی ۲۵ طبقه با توجه به تجزیه و تحلیل‌های مختلف.

نوع آنالیز	۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	شماره طبقه
مرده						$14,85$
مرده + زنده						$14,00$
ساخت مرحله‌ی غیرخطی						$14,62$
						$12,96$

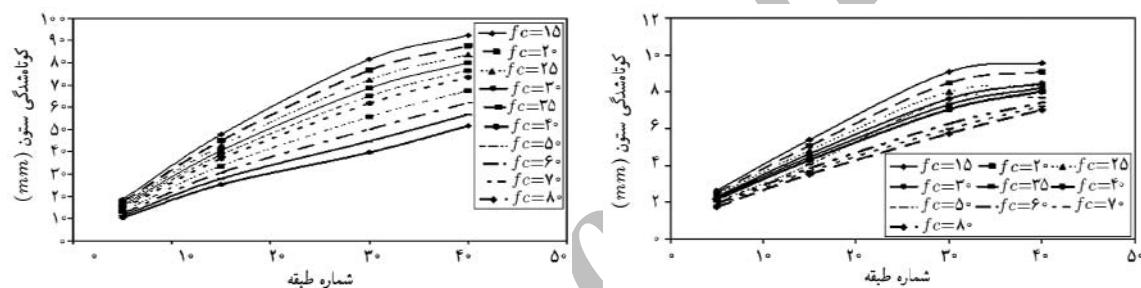

شکل ۱۷. مقادیر کوتاه‌شدگی ستون نسبت به تغییرات f_c در سازه ۴۵ طبقه.

بگذارد. در پایان عمر مفید سازه این نتیجه به دست آمد که دیوارهای برشی بیشتر از ستون‌ها افت پیدا کردند. حداکثر این اختلاف معمولاً در نیمه‌ی بالایی و نزدیک به بالای سازه اتفاق می‌افتد. مثلاً برای سازه‌های ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۴۰ و ۴۵ طبقه در طبقات بالایی سازه‌ها باید به ترتیب رواداری‌های ۱۰، ۸، ۱۰، ۸ و ۱۱ میلی‌متر رعایت شود تا از به وجود آمدن تنش‌های ناخواسته جلوگیری شود. در مورد تأثیر درصد رطوبت نسبی در سازه‌ها می‌توان گفت که برای سازه‌های مشابهی که در نقاط مختلف (از نظر درصد رطوبت نسبی) ساخته می‌شوند اختلاف چشم‌گیری بین ارقام کوتاه‌شدگی ستون‌ها و درصد تغییر آنها وجود دارد که البته این تفاوت برای اختلاف کوتاه‌شدگی به این شدت نیست. نکته‌ی قابل توجه این که در سازه‌های بلند مرتبه اختلاف مقادیر کوتاه‌شدگی در بازه‌ی درصد رطوبت نسبی ۴۰ تا ۹۰ درصد به بیش از ۵۰٪ می‌رسد. مثلاً برای سازه‌ی ۴۵ طبقه حداکثر درصد اختلاف بین بالاترین و پایین‌ترین کوتاه‌شدگی ستون‌ها در حضور درصد رطوبت‌های مختلف برای طبقات ۱، ۲۰، ۳۵، ۴۰ و ۴۵ به ترتیب برابر است با ۳۹/۵۱، ۴۴/۱۵، ۴۸/۹۹ و ۵۳/۳۱. چون لحاظ کردن آنالیزهایی که رفتار متکی بر زمان مواد را در نظر می‌گیرند باعث تغییر در توزیع

نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج به دست آمده هرچه سرعت ساخت سازه کمتر باشد، کوتاه‌شدگی ستون‌ها و نیز اختلاف کوتاه‌شدگی بین ستون و دیوار کاهش می‌یابد. نکته‌ی قابل توجه این که هر چه به سمت طبقات بالایی سازه برویم درصد تغییرات کوتاه‌شدگی نسبت به سرعت ساخت افزایش خواهد یافت. این مسئله در مورد اختلاف کوتاه‌شدگی بین ستون و دیوار نیز صادق است. مثلاً برای سازه‌ی ۴۵ طبقه با سرعت ساخته‌ی مختلف بین ۷ تا ۳۵ روز برای هر طبقه، حداکثر درصد تغییرات کوتاه‌شدگی در طبقات ۱۰، ۲۵ و ۴۰ و به ترتیب برابر است با ۱۷/۷، ۱۲/۴۷ و ۲۳/۸۶. همچنین برای سازه‌ی ۳۰ طبقه با همان بازه‌ی سرعت ساخت، و برای طبقات ۵، ۲۰ و ۳۰ حداکثر درصد تغییرات کوتاه‌شدگی به ترتیب برابر است با ۱۰/۷۲، ۱۰/۴۸ و ۱۶/۲۸. به عنوان راهکاری برای ساخت سازه‌ها می‌توان به این نکته اشاره کرد که قسمت‌های غیرسازه‌ی، ۳ یا ۶ ماه پس از ساخت سازه نصب یا اجرا شوند تا از میزان درگیری بین اجزای سازه‌ی که علت اصلی مسائل به وجود آمده‌ی ناشی از وارفتگی و افت است، کاسته شود. همچنین ایجاد تأخیرهای متناسب با شرایط آب و هوایی، می‌تواند تأثیر به سرایی بر کاهش تنش‌های ناخواسته

اگر در تحلیل سازه برای وارفتگی و افت از آنالیز غیرخطی مراحل ساخت استفاده می‌شود، باید تغییرات پارامترهای زمانی مثل «درصد رطوبت نسبی» یا «سرعت ساخت» و غیره طبق مقادیر واقعی ملحوظ، و بحرانی ترین حالت انتخاب شود. بدینهی است که این مقادیر برای هر سازه متفاوت‌اند و نتایج طراحی هم به تبع آن یکسان نخواهند بود. در طراحی سازه‌ها بهتر است چنان عمل شود که در پارامترهایی از قبیل «سطح مقطع اعضاء» و «درصد فولاد موجود در بتون» تغییرات ناگهانی ایجاد نشود و حتی الامکان این تغییرات به صورت مرحله به مرحله و به آهستگی انجام شود. بدین وسیله اختلاف کوتاه شدنگی بین اعضای مجاور کاهش می‌یابد. در انتها یادآور می‌شود که توجه مهندسان به تغییرات ممان مثبت در تیرها ضروری است، و به دلیل اهمیت این موضوع بهتر است پیامون اثرات آن در طرحی سازه‌ها مطالعاتی انجام گیرد.

ممان در تیرها می‌شود، توصیه می‌شود برای سازه‌های بلند بتنی که مسئله‌ی وارفتگی به دلیل کاربری آنها مسئله‌ی قابل تأمل است، حتماً یک نوع آنالیز زمانی سازه مثل آنالیزهای غیرخطی مرحله به مرحله با ملحوظ داشتن رفتار غیرخطی بتون در طول زمان، انجام گیرد. در صورت به کارگیری آنالیزهای وارفتگی با استفاده از روش سری دیریکله، محاسبات در این نوشتار شان می‌دهد که معمولاً استفاده از ۳ یا ۴ جمله‌ی ابتدایی سری دیریکله برای رسیدن به جواب قابل قبول کافی است. مسئله‌ی دیگری که بر اثر کرنش‌های ناشی از وارفتگی و افت اتفاق می‌افتد، تغییرات نیروهای فشاری در نمای ساختمان است. با توجه به اهمیت شکل ظاهری ساختمان، جلوگیری از این پدیده الزامی است. راه حلی که می‌توان در اینجا پیشنهاد کرد، ایجاد درز یا درزهای افقی در نما است.

پانوشت

1. nonlinear staged construction

منابع

1. Mehta. P.K. and Monteiro. P.J.M., "Concrete-Microstructure,Properties and Materials", Book In Byte Company (October 2001).
2. Fintel, M. and Khan, FR. Effects of Column Creep And Shrinkage In Tall Structure-P rediction of Inelastic Column Shortening. *ACI Journal*, **66**(12), pp. 957-967 (1969).
3. Gao, Z. and Bradford, MA. Time-dependent Shortening of Slender RC Columns. *Journal of Engineering Mechanics, ASCE* **119**(10) ,pp. 2036-2051 (1993).
4. Russel, HG. and Lason, SC. Thirteen Years of Deformation In Water Tower Place. *ACI Structural Journal*, **86**(2), pp. 182-191 (1989).
5. Samra, RM. New Analysis For Creep Behavior In Concrete Columns. *Journal of Structural Engineering, ASCE* **121**(3), pp. 399-407 (1995).
6. Faber, O. Plastic Yield, Shrinkage And Other Problem of Concrete And Their Effects On Design, Minutes Of Proc.of The Inst.of Civil Engineers, 225, Part I, London, pp. 27-73 (1927).
7. Bazant, z.p., Prediction of Concrete Creep Effects Using Age-Adjusted Effective Modulus Method, *ACI Journal*, **69**, pp. 212-217 (April 1972).
8. Dischinger, F., Untersuchungen über Die Knicksicherheit,Die Elastische Verformung Und Das Kriechen Des Betons Bei Bogenbrücken,Der Baulingenieur, **18**(33/34) pp. 487-520 (1973).
9. Glanville, W.H., Studies In Reinforced Concrete-III, The Creep Or Flow Of Concrete Under Load,Building Research Technical Paper No. 12, Department of Scientific And Industrial Research, London, pp. 39-48 (1930).
10. Nielsen, L.F., Krichen Und Relaxation Des Beton, *Beton-und Stahlbetonbau*, **65**, pp. 272-275 (1970).
11. ACI (American Concrete Institute).Prediction of Creep,Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structure, ACI, Detroit (MI 1992).
12. Comitee Euro-International Du Beton,CEB-FIP International Recommendation For The Design And Construction of Concrete Structures, Paris-London (1978, 1990).
13. Bazant, z.p. and Spencer, T. Wu. Dirichlet Series Creep Function For Aging Concrete. *Journal of The Engineering Mechanics Division.EM2*, pp. 367-387, (1973).
14. Gilbert. R.I., Time Effect In Concrete Structure, Elsevier Science Publishing Company Inc New York, (1988).
15. Jayasinghe, M. T. R. and Jayasena, W. M. V. P. K., "Effect of Axial Shortening of Columns on Design and Construction of Tall Reinforced Concrete Buildings", Practice Periodical on Structural Design and Construction, pp. 70-78 (May 2004).
16. Ghosh. S.K, "Estimation and Accommodation of Column Length Changes in Tall Building", Large Concrete Buildings, Longmans, London, (1996).