

پتروگرافی سنگهای آتشفسانی جنوب بلده با تکریش بر قابلیت کاربرد پوزولان خادمی پارسا، مهناز^{*}، مسعودی، فریبز^۱، پرهیز کار، طیبه^۲، پورخورشیدی، علیرضا^۳

۱- دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

mahnaz.parsa@gmail.com

۲- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

در منطقه جنوب بلده مجموعه ای از سنگ های آتشفسانی و پیروکلاستیک به سن ائوسن رخنمون دارند. ترکیب سنگ های آتشفسانی بازالت، آندزیت و تراکی آندزیت بوده اما ترکیب پیروکلاستیک ها اسیدی تا حدوسط می باشد. در این تحقیق قابلیت کاربرد سنگ های پیروکلاستیک به عنوان پوزولان در سیمان آمیخته مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور پس از مطالعات پتروگرافی و بررسی فعالیت پوزولانی به روش STA (ترموگراویمتری) برای نمونه های انتخابی، نتایج حاصله با ویژگی های سنگ شناسی مقایسه شد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که هرچه فعالیت میزان سیلیس آمورف بیشتر، میزان دگرانسی کمتر و اندازه بلورها ریزتر باشد، میزان فعالیت پوزولانی بیشتر است. با توجه به این ویژگی ها توف های کریستالین اسیدی منطقه دارای فعالیت پوزولانی بالایی می باشد.

Petrography volcanic rocks in the south of Baladeh, with a view on the their possible application as pozzolan.

Abstract:

A complex of Eocene pyroclastic and volcanic rocks outcropped in the southern Baladeh. The compositions of volcanic rocks are basalt, andesite and tracyandesite, with acidic and intermediate pyroclastic rocks. In this research the possible application of pyroclastic rocks as pozzolan in mixed cements have been studied. After petrographic analysis and calculation of the pozzolan activity by STA method for selected samples, obtained petrographic and STA results compared. It become obvious that pozzolan activity increase with the amount of amorphous silica and decrease with increasing crystal size and rock alteration. Based on these features, acidic crystal tuffs have high pozzolan activity in the area.

مقدمه:

پوزولان ها مواد سیلیسی و سیلیسی آلومین داری هستند که به خودی خود خاصیت چسبندگی کمی داشته و یا ندارند ولی به صورت گرد نرم در مجاورت رطوبت و دمای معمولی با هیدروکسید کلسیم واکنش نشان داده و ترکیباتی با خواص سیمان به وجود می آورند (Shi et al, 2006). قابلیت ترکیبی پوزولان در حالت پودر و شرایط مناسب با آب و آهک موجب شده تا با خواص سیمانی خود بر کیفیت محصول یافاید (Shi et al, 2006). از دیگر مزایای استفاده از پوزولان می توان به کاهش نفوذپذیری و دمای هیدراسیون، افزایش مقاومت شیمیایی، بهبود ویژگی های بتون تازه و افزایش آن در دراز مدت و همچنین صرفه اقتصادی به لحاظ کاهش مصرف سیمان اشاره نمود (رمضان پور، ۱۳۷۶). با اختلاط بین سیمان و پوزولان نوعی سیمان آمیخته با عنوان سیمان پوزولانی تهیه می شود (Massazza, 1974).

سنگ های دارای خاصیت پوزولانی در کوه های البرز بیشتر مربوط به توف ها و سنگ های اسیدی به سن ائوسن و جوان تر می باشد و چندین کارخانه سیمان در نیمه شمالی کشور مانند سیمان آبیک، تهران، فیروزکوه و ... از سنگ های ائوسن به عنوان پوزولان در ترکیب سیمان استفاده می کنند.

منطقه بلده به دلیل داشتن سنگ‌های آتشفشاری متنوع از اسیدی تا بازیک به سن اثوسن پتانسیل بهره برداری ذخایر پوزولانی را دارا می‌باشد. مطالعه حاضر به بررسی کیفیت سنگ‌های آتشفشاری جنوب بلده به منظور استفاده از آن‌ها به عنوان پوزولان در صنعت سیمان پرداخته است.

برای این منظور پس از بررسی پتروگرافی، نمونه‌های منتخب جهت انجام تست سیمان جدا شد و در نهایت نتایج به دست آمده با ویژگی‌های سنگ‌شناسی مقایسه گردید.

زمین‌شناسی عمومی منطقه:

منطقه مورد مطالعه در استان مازندران، جنوب منطقه بلده، بین مختصات $30^{\circ}, 36^{\circ}$ تا $36^{\circ}, 40^{\circ}$ عرض شمالی و $51^{\circ}, 55^{\circ}$ طول شرقی واقع شده که بخشی از جنوب البرز مرکزی است. واحد‌های این بخش به لحاظ سنی در برگیرنده سنگ‌های آذربین و رسویی مزوژوئیک و سنوزوئیک (نقشه زمین‌شناسی بلده، آقانباتی) سنگ‌ها و انباسته‌های سنوزوئیک از امتداد بلده به سوی جنوب گسترش دارند و تقریباً ۹۰٪ سطح این بخش را در بر می‌گیرند. در این میان سنگ‌ها و انباسته‌های ولکانیک و ولکانیک-رسویی اثوسن بیشترین سهم را دارا می‌باشد.

ترکیب سنگ‌های آتشفشاری از بازالت، آندزیت تراکی آندزیت تا پیروکلاستیک‌هایی با ترکیب متفاوت از اسیدی تا حدود است می‌باشد.

سنگ‌های ولکانیکی بیشتر از نوع آندزیت و تراکی آندزیت است و که هوازده شده‌اند. بافت این سنگ‌ها پوروفیریتیک-میکروولیتیک است و دارای فنوكریست‌های فلدسپات (پلازیوکلاز با ترکیب شیمیایی حدود آندزین) و پیروکسن (کلینوپیروکسن شاید اوژیت) است. این سنگ‌های ولکانیکی در جنوب بلده با روند خاوری-باختری دارای بیشترین گستردگی هستند.


پیروکلاستیک‌ها مربوط به سازند کرج بوده که این سازند در منطقه بلده دارای گوناگونی فراوان رخساره سنگی، چه از نوع سنگ‌های آذربین، چه از نوع سنگ‌های رسویی یا رسویی-ولکانیک است. گستردگی ترین و سبیرترین بخش سازند کرج وابسته به توف‌های آن است. این واحد پدید آمده از توف‌های سیز فیروزه‌ای، توف‌های مایل به خاکستری، ماسه سنگ‌های توفی و شیل‌های توفی است. بخش‌هایی از این واحد یکی بر روی دیگری رانده شده‌اند و نیز دارای چین خوردگی فراوان است. محور چین‌ها موازی با روند اصلی البرز و در این بخش از رشته کوه البرز در جهت خاوری-باختری می‌باشد.

پتروگرافی:

پتروگرافی واحد‌های مختلف منطقه توسط میکروسکوپ پلاریزان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ۳ نمونه از واحد‌های پیروکلاستیک برای ادامه مطالعات امکان سنجی برای استفاده از پوزولان انتخاب شد. مشخصات ۳ نمونه بطور خلاصه در زیر آمده است:

Mk1 نمونه


در حدود ۴۰٪ حجم سنگ زمینه کریپتوکریستالین است، که ۲۰٪ شاردهای شیشه‌ای را در برگرفته است. حفرات پراکنده نامنظم انحلالی به وسیله کلسیت با بافت موzaئیکی پر شده است. رگه‌های کلسیت ریز بلور در جهات مختلف سنگ را قطع می‌کند. بافت سنگ آذرآواری و نام سنگ توف می‌باشد. (شکل ۱)

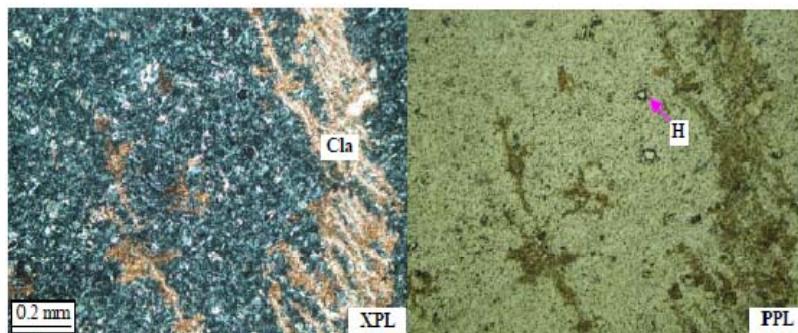

شکل ۱- توف با ترکیب بازیک، منطقه جنوب بلده (H= حفره Cla= کلسیت)

Mk2 نمونه


زمینه کریپتوکریستالین ۵۰٪ که حاوی میکرولیت های فلدسپات آلکالن و پلازیوکلاز است. درشت بلورهای پلازیوکلاز با حواشی شکسته شده در زمینه پراکنده است. زمینه کریپتوکریستالین کاملاً سالم است. کمتر از ۰.۵٪ قطعات خرده سنگی نیز در سنگ یافت می شود. بافت سنگ آذرآواری و نام سنگ توف کریستالین است (شکل ۲)

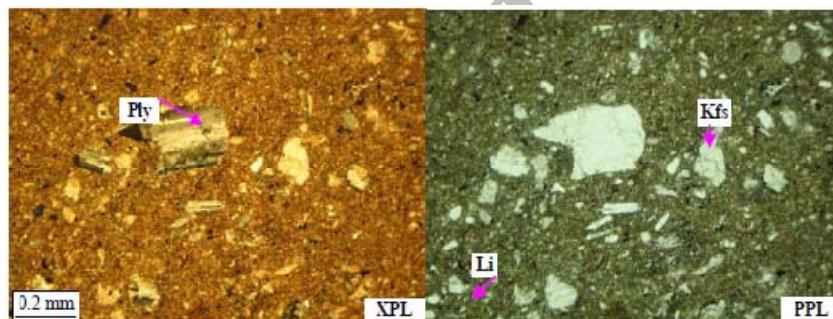

شکل ۲- توف کریستالین اسیدی منطقه جنوب بلده (Li=پتاسیم فلدسپات Ply=پلازیوکلاز)

Mk3 نمونه

زمینه حاوی ۵۰٪ شاردهای شیشه ای و خمیره کریپتوکریستالین است. میکرولیت های پلازیوکلاز ۲۰٪ و فنوکریستال های پلازیوکلاز، فلدسپات آلکالن و کوارتز خرد شده در آن شناور است. بلور های ثانویه بیوتیت و اکسید های اپک در زمینه سنگ رشد کرده است. کمتر از ۰.۵٪ از سنگ را قطعات خرده سنگی تشکیل می دهد، که همجنس زمینه اصلی است. بافت سنگ آذرآواری به همراه بافت فرعی جریانی است و نام سنگ توف کریستالین می باشد (شکل ۳).

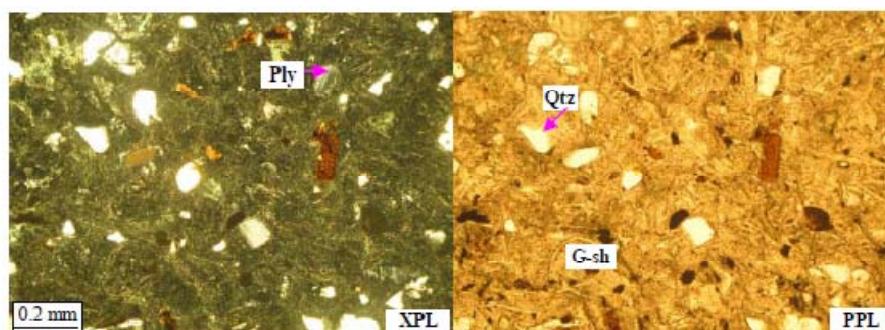

شکل ۳- توف کریستالین اسیدی جنوب بلده (Qtz=کوارتز Ply=G-sh=پلازیوکلاز=شارد شیشه ای)



روش کار:

تعیین فعالیت پوزولانی به دو روش اندیس هیدرولیکی و استفاده از دستگاه STA (روش ترمو گراویمتری) مورد ارزیابی قرار گرفت. در روش اندیس هیدرولیکی اساس کار بر مبنای تعیین مقاومت فشاری ۷ و ۲۸ روزه ملات ساخته شده با سیمان پرتلند و ۲۰٪ پوزولان و ملات کنترل است، اندیس هیدرولیکی که معیاری برای فعالیت پوزولانی است، از تقسیم مقاومت ملات های دارای پوزولان بر ملات کنترل و ضرب کردن آن در عدد ۱۰۰ به دست می آید. در روش استفاده از دستگاه STA رفتار حرارتی نمونه های پوزولانی سنجیده می شود. در این بررسی از دستگاه STA-449C مارک Netzsch مدل Jupiter استفاده شده است.

فعالیت پوزولانی نمونه های انتخابی:

بر طبق اطلاعات به دست آمده نمونه های پوزولانی Mk2 و Mk3 به ترتیب با فعالیت پوزولانی ۲۹.۳۳ و ۲۸.۰۰ به روش STA و ۱۴۵ و ۱۲۱ به روش اندیس هیدرولیکی بهترین نتیجه را داده و در رده خوب قرار می گیرند ($STA = 25-30$). نمونه پوزولانی Mk3 با فعالیت پوزولانی ۱۱.۳۵ STA و ۱۲۱ به روش اندیس هیدرولیکی در رده ضعیف قرار دارد ($STA = 10-15$). بدین ترتیب نمونه های Mk2 و Mk3 قابلیت استفاده برای پوزولان را دارا هستند.

بحث

مقایسه نتایج پتروگرافی سنگ ها با نتایج فعالیت پوزولانی آن ها نشان می دهد که افزایش دگرسانی سنگ باعث کاهش مقاومت مکانیکی می شود زیرا حضور کانی های رسی به دلیل تقلیل سطح تماس شیشه باعث کاهش خصوصیات پوزولانی می ود و لی اگر دگرسانی منجر به تشکیل زئولیت شود خصوصیات پوزولانی افزایش می یابد (Shi & Day, 2000). اگرچه میزان سیلیس فعالیت پوزولانی را تغییر می دهد اما قطعات پومیس حفره دار و شارد های شیشه ای (glass shards) در مقایسه با بلور های کوارتز، بیوتیت، هورنبلند، پیروکسن و قطعات لیتیک دارای اهمیت بیشتری هستند (Shi & Day, 2000). به اعتقاد Rodriguez-camacho & Uribe-afif (2002) میزان فعالیت پوزولانی با افزایش سیلیس افزایش می یابد.

اندازه ذرات نیز می تواند کنترل کننده خواص پوزولانی باشد. بدین ترتیب که کاهش اندازه ذرات باعث افزایش سطح تماس شده که این نیز به نوبه خود باعث افزایش فعالیت پوزولانی می شود (Shi & Day, 2000). Shi (2001) نشان داد هر عاملی که ساختار شیشه را تغییر دهد غعالیت پوزولانی را نیز تغییر می دهد. مهمترین عوامل عبارتند از: میزان شیشه، اندازه ذرات و مواد شیمیایی افروده شده به سیمان.

نتیجه گیری

تمام نمونه های مورد آزمایش متعلق به سنگ های اسیدی بوده و از واحد های پیرو کلاستیک می باشد. توف های سبز ائوسن در منطقه بلده به دلیل فعالیت پوزولانی بالا به روش STA و اندیس هیدرولیکی جهت استفاده در صنعت سیمان مناسب می باشند اما ولکانیک های بازیک در این منطقه به دلیل فعالیت پوزولانی ضعیف به روش STA و اندیس هیدرولیکی قابلیت استفاده در صنعت سیمان را ندارند.



منابع:

- آقانباتی، ع.، نقشه زمین شناسی ۱/۱۰۰۰۰۰ بله، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
- رمضانیان پور ع. ا. و پیدایش، م.، دوام بتن و نقش سیمان های پوزولانی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، (۱۳۷۶).
- Massazza, F. "Principal Paper, Chemistry of Pozzolanic Additions and Mixed Cements",
_{th} Proc. 6 International Congress on the Chemistry of Cements, Moscow, September (1974)
- Rodriguez-Camacho, R. E., and Uribe-afif, R. "Importance of using the natural pozzolans on concrete durability" Cement Concrete Res. 32 1851–1858 (2002).
- Shi, C.; Krivenko, P. V. and Roy, D. "Alkali –Activated Cement and Concrets" 376p. Taylor & Francis (2006)
- Shi, C. "An overview on the activation of reactivity of natural pozzolans" Can. J. Civ. Eng. 28: 778-786 (2001).
- Shi, C., Day, R.L. "Pozzolanic reaction in the presence of chemical activators: Part II. Reaction products and mechanism" Cem. Concr. Res. 30, 607–613 (2000).