



## بررسی اثر هندسه لبه برندۀ ابزار در میزان تورق ناشی از سوراخ کاری کامپوزیت‌ها

محمد رضا وزیری سرشک<sup>۱</sup>، عباس خواکرم<sup>۲</sup>

۱- استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران

\* تهران، صنعت پستی ۴۵۶۳-۱۱۶۵، m.vaziri@ut.ac.ir

### چکیده

تورق با جایی لایه‌ها شکل متمایل در سوراخ کاری چند لایه‌های کامپوزیت است این پدیده باعث کاهش استحکام و پکارچگی سازه می‌شود و مشکلاتی را هم در نصب و مونتاژ سازه ایجاد می‌کند. در مورد اهمیت کاهش تورق باید خاطر نشان کرد که این عیب به عنوان دلیل ۶۰٪ مردودی‌ها در مرحله کنترل کیفیت سازه‌های کامپوزیتی گزارش شده است. راهکارهای مقابله‌ی جهت کاهش تورق ارائه شده است اما بررسی تأثیر هندسه ابزار همچنان موضوعی برای تحقیقات جاری است. در مقاله حاضر اثر هندسه لبه برندۀ متنه بر میزان تورق پنج مانده از سوراخ کاری بصورت آزمایشگاهی درروسی می‌شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد به کمک سنگزنتی می‌توان به مقدار قابل قبولی تورق را کاهش داد.

کلیدواژه‌ان: تورق، سوراخ کاری، چندلایه کامپوزیت، هندسه متنه

## The investigation on the effects of cutting edge geometry on delamination of drilled composite laminate

Mohammad Reza Vaziri Sereshk<sup>1</sup>, Abbas Khwakram

Department of Mechanical Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

\* P.O.B. 113 65-4563, Tehran, Iran, m.vaziri@ut.ac.ir

### ABSTRACT

Delamination is the main defect caused by drilling of composite laminates. This phenomenon endangers integrity and strength of structure as well as assembly procedure. This defect is the reason of 60% of rejections during the quality control process. Several approaches are presented to decrease delamination, however the geometry of drill bit is still under consideration. In this paper, the effect of cutting edge geometry of twist drill bit is investigated, experimentally. The result demonstrated that the grinding of drill bit point can improve the performance, considerably.

**Keywords:** Cutting Edge Geometry, Composite Laminates, Delamination, Drilling.

سوراخ کاری چندلایه‌های کامپوزیت پلیمری طراحی و به بازار عرضه شده بودند را از نظر تئوری مورد ارزیابی قرار داده‌اند و نیروی پیشروی بحرانی جهت جلوگیری از تورق ارائه کردند اما هم‌وراه تحقیقات تجربی از دیدگاه کاربران در صنعت از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. دنکنا و همکاران [۷] اثر هندسه لبه برش را به طور عمومی در مورد ابزارهای برآمدبردار بررسی کردند. ایشان طول عمر ابزار و کیفیت سطح و دمای تولیدی را هدف قرار دادند. اما تحقیق ایشان بطور اختصاصی سوراخ کاری کامپوزیتها را در بر نمی‌گرفت. فرناندز و کوک [۶,۸] به کمک مجموعه ای از آزمایش‌ها رابطه‌ای تجربی ارائه کردند که نیروی پیشروی و گشتاور را به کمک پارامترهای هندسه متنه و سایش پیش‌بینی می‌کرد. پیگوئت و همکاران [۱۰] تأثیر هندسه ابزار را بر روی تورق بررسی کردند. ایشان دریافتند که افزایش تعداد لبه‌های برش و کاهش طول نیاس بین ابزار و قطعه‌کار باعث کاهش تورق می‌شود. گروه تحقیقاتی مشترکی از پرتقال و برزیل شامل آبرانو و همکاران [۱۱] با بررسی اثر هندسه ابزار بر نیروی پیشروی به عنوان عامل اصلی تورق، کاهش تورق را مورد نظر قرار دارند. ایشان ضمن ساخت ابزار سنگزنتی مناسب جهت برای این سطح ارائه کردند. ایشان ضمن ساخت ابزار سنگزنتی مناسب جهت ایجاد چنین هندسه‌ای به کمک آزمایش مزایای به کارگری چنین ابزاری را


امروزه کامپوزیت‌ها جایگاه ویژه‌ای در بین مواد سازنده سازه‌ها به ویژه سازه‌های هوایی و خودروسازی پیدا کرده‌اند. سوراخ کاری پروسه پیش‌ساز اصلی جهت اتصال سازه‌های کامپوزیتی به کمک پیچ و پروج می‌باشد. به ویژه در صنایع خودرو و هوایپیماسازی این پروسه بسیار پرکاربرد است [۱]. اسنوباتی و همکاران [۲] گزارش می‌دهند پیش ۱۰۰۰۰ سوراخ مورد نیاز است تا گزارش می‌گیرند [۳]. تورق بدمعنی جدایش لایه‌ها، مشکل اصلی اجزاء هوایپیمای موتور کوچک متصل شوند. در مواد تقویت کننده، الیاف شیشه به دلیل استحکام و قیمت مناسب اغلب در ساخت سازه‌های کامپوزیتی مورد استفاده قرار می‌گیرند [۴]. تورق بدمعنی جدایش لایه‌ها، مشکل اصلی سوراخ کاری چندلایه‌های کامپوزیتی است. این پدیده مشکلات ویژه‌ای را از نظر یکپارچگی سازه ایجاد می‌کند که چه در محله مونتاژ و چه از نظر استحکام کاری عملکرد اتصال را به خطر می‌اندازد. از نظر اماراتی این عیب دلیل مردودی ۶٪ سازه‌های کامپوزیتی در مرحله مونتاژ است. اهمیت مشکل زمانی واضحتر می‌شود که در نظر برگیرنده این عیب در زمان مونتاژ و پس از صرف زمان و هزینه هنگفت تولید ایجاد می‌شود [۴]. در سال ۲۰۱۲، الیاس حوج و همکاران [۵] اثر شرایط مختلف سوراخ کاری را بر تورق بررسی کردند. هر چند هوجنگ و تسانو [۶] ابزارهایی با هندسه ویژه که جهت

Please cite this article using:


M.R. Vaziri Sereshk, A. Khwakram, Title The investigation on the effects of cutting edge geometry on delamination of drilled composite laminate, *Modares Mechanical Engineering, Proceedings of the Advanced Machining and Machine Tools Conference, Vol. 15, No. 13, pp. 120-123, 2015 (in Persian)*

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:


قطر دایره محیط بر گستره تورق به قطر نامی سوراخ است برای هر یک از سوراخ‌ها و در سمت خروجی ابزار تعیین شد [۱۳]. شکل‌های ۳ تا ۸ تنها بخشی از نتایج و محاسبات را بازتاب می‌دهند.

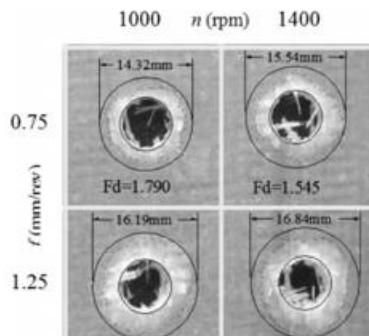


شکل ۳ تورق در سمت خروجی مته ۱

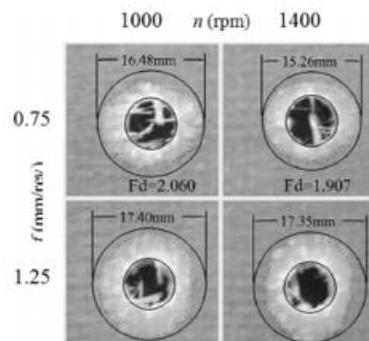

شکل ۴ تورق در سمت خروجی مته ۲

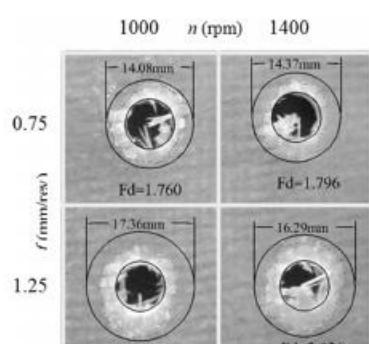

شکل ۵ تورق در سمت خروجی مته ۳

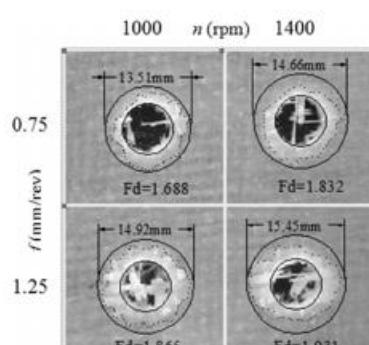

شکل ۶ تورق در سمت خروجی مته ۴

نشان دادند.

در این مقاله اثر هندسه‌های مختلف لبه برنده مته که با سنگزنانی ایجاد شده بر تورق ناشی از سوراخ کاری در چندلایه‌های کامبوزیتی مورد آرزیابی قرار می‌گیرد. برای عمومیت بخشیدن به نتایج این تحقیق محدوده وسیعی از شرایط برش شامل دوره‌های مختلف اسپیندل و پیشروی جهت سوراخ کاری استفاده شد و تورق در خروج ابزار آزمایش شد.

## ۲ شرایط آزمایش

### ۲-۱ مشخصات نموده‌ها

نمونه کامبوزیتی با رزین اپوکسی و الاف شبشه در فرم پارچه مورد استفاده قرار گرفت. نمونه دارای ۱۱ الایه است که ضخامت ۰/۲۴ میلی‌متری را ایجاد می‌کند. درصد وزنی الیاف به رزین در چند لایه کامبوزیتی مورد استفاده ۷/۵۸٪ است.

### ۲-۲ مشخصات ابزارها

شش مته مارپیچ یکسان (شکل ۱) از جنس فولاد تدبیر تهیه شد و به کمک سنگزنانی سر مته در پنج طرح مختلف متدهایی با سر نشان داده شده در شکل ۲ حاصل شد.

### ۳ نتایج تورق در خروج برای متدهای مختلف


برای عمومی کردن نتایج، محدوده وسیعی از شرایط برش شامل پیشروی‌های ۰/۹۰، ۰/۷۵، ۰/۲۵ mm/rev و دوره‌ای اسپیندل ۶۶، ۳۸۰، ۱۰۰۰ و ۱۴۰۰ rpm انتخاب شد و توسط متدهای ۱ تا ۶ در چندلایه‌های کامبوزیتی سوراخ به قطر ۸ میلی‌متر ایجاد شد. سپس شاخص قطعی تورق که نسبت




شکل ۱ مته مارپیچ ۱۸ درجه معمولی



شکل ۲ طرح‌های مختلف سنگزنانی سر مته

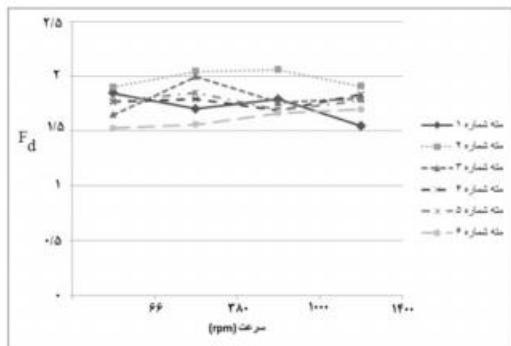

شکل ۱۰ تورق در سرعت های اسپندل مختلف برای پیشروی

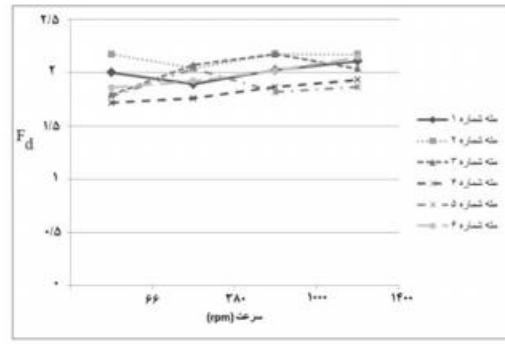


شکل ۱۱ تورق در سرعت های اسپندل مختلف برای پیشروی

## ۵ نتیجه گیری


نتایج این تحقیق نشان می دهد سنگرزی با طرح واره مناسب می تواند تورق ناشی از سوراخ کاری چند لایه های کامپوزیتی پاییزی با متنه معمول ماربیج را به مقدار قابل قبولی کاهش دهد. هر چند رفتار متنه های مختلف در مقایسه با هم در شرایط سوراخ کاری مختلف تغییر می کند اما در محدوده کاربردی صنعت یعنی پیشروی های متوسط متنه های سنگرزی شده با طرح های ۴، ۵ و ۶ عملکرد بهتری نسبت به متنه معمولی دارند اما اگر عملکرد کلی در کالیه شرایط برش مورد نظر باشد متنه ۶ عملکرد بهتری دارد و استفاده از آن توصیه می شود.

## ۶ مراجع

- [1] J. Mazoff, *Drill Point Geometry*, Newman Tools Inc, Ottawa, Ontario, Canada, 1989.
- [2] L. El-Sonbaty, U.A. Khashaba, T. Machaly, Factors affecting the machinability of GFR/epoxy composites, *Composite Structures*, Vol. 63, pp. 329- 338, 2004..
- [3] W.D. Callister, *Materials Science and Engineering: An Introduction*, Sixth Edition, Wiley, Canada, 2002.
- [4] D. Liu, Y.J. Tang, W.L. Cong, A review of mechanical drilling for composite laminates, *Composite Structures*, Vol.94, pp. 1265- 1279, 2012.
- [5] Elias George K. Varadarajan A.S. Rani Joseph., Influence of Process Parameters on Cutting Force and Torque of Drilling of Glass Fiber Reinforced Epoxy Composites, *International Journal of Computer Technology and Electronics Engineering*, Vol. 2, No. 2, pp.26-31, 2012.
- [6] H. Hocheng, C.C. Tsao, The path towards delamination-free drilling of composite materials, *Journal of materials processing technology*, Vol. 167, pp. 251- 264, 2005.
- [7] B. Denkena, D. Biermann, Cutting edge geometries, *CIRP Annals - Manufacturing Technology*, Vol. 63, pp. 631-653, 2014.
- [8] M. Fernandes, C. Cook, Drilling of carbon composites using a one shot drill bit. Part I: Five stage representation of drilling and factors affecting maximum force and torque, *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, Vol. 46, pp. 70-75, 2006.
- [9] M. Fernandes, C. Cook, Drilling of carbon composites using a one shot drill bit. Part II: empirical modeling of maximum thrust force, *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, Vol. 46, pp. 76-79, 2006.

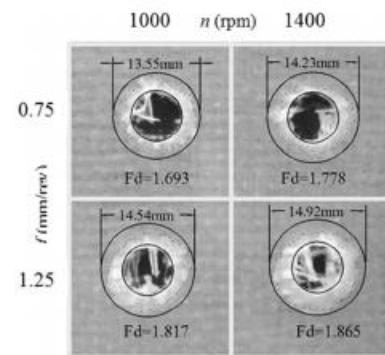

شکل ۷ تورق در سمت خروجی متنه

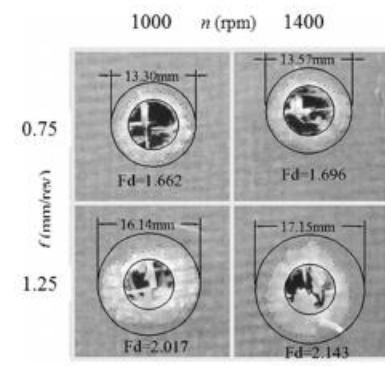

شکل ۸ تورق در سمت خروجی متنه


## ۴ مقایسه عملکرد متنه های مختلف

نتایج حاصل از محاسبات فوق به صورت نمودارهای در شکل های ۹ تا ۱۱ خلاصه شده است.

نمودارهای شکل ۹ نشان می دهد در پیشروی های بسیار کم تنها طرح های سنگرزی در متنه های ۲ و ۶ از حالت معمول متنه ۱ یعنی بدون سنگرزی عملکرد بهتری در کاهش تورق دارند.

نمودارهای شکل ۱۰ نشان می دهد در پیشروی های معمول صنعت طرح های سنگرزی در متنه های ۴، ۵ و ۶ از حالت معمول متنه ۱ یعنی بدون سنگرزی عملکرد بهتری در کاهش تورق دارند.

نمودارهای شکل ۱۱ نشان می دهد در پیشروی های زیاد طرح های سنگرزی در متنه های ۴، ۵ و ۶ از حالت معمول متنه ۱ یعنی بدون سنگرزی عملکرد بهتری در کاهش تورق دارند.

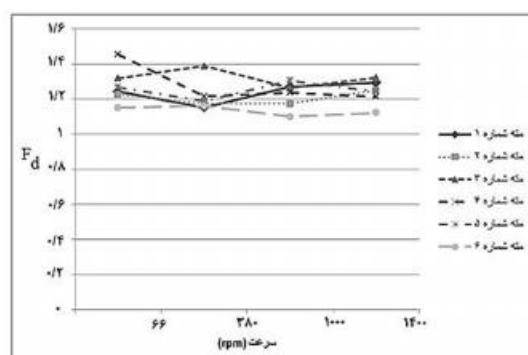

شکل ۹ تورق در سرعت های اسپندل مختلف برای پیشروی

- [12] K. Sambhav, P. Tandon, S.G. Dhande, Geometric modeling and validation of twist drills with a generic point profile, *Applied Mathematical Modelling*, Vol. 36, pp. 2394-2403, 2012.
- [13] M.R. Vaziri Sereshk, H. Mohammadi Bidhen di, Evaluation of revealing and quantifying techniques available for drilling delamination in woven carbon fiber-reinforced composite laminates, *Journal of Composite Materials*, DOI: 10.1177/0021998315591841, 2015.
- [10] R. Piquet, B. Ferret, F. Lachaud, P. Swider, Experimental analysis of drilling damage in thin carbon/epoxy plate using special drills, *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, Vol. 31, pp. 1107-1115, 2000.
- [11] A.M. Abrao a, J.C. Campos Rubio a, P.E. Faria a, J.P. Davim, The effect of cutting tool geometry on thrust force and delamination when drilling glass fibre reinforced plastic composite, *Materials & Design*, Vol. 29, pp. 508-513, 2008.